



Conservation-restauration de 112 moulanges dermatologiques en cire

J.Baretta
S.Cordenot
L.Niclet
Couvreur
S.Litre

XIX^{ème}-XX^{ème} siècles

Musée des moulanges de
l'hôpital Saint-Louis, Paris

Rapport de conservation-
restauration

Juin 2022

Isabelle Pradier
Restauratrice du patrimoine
Spécialité œuvres sculptées et
objets en cire
pradier.isabelle@gmail.com

Sommaire

I.	Présentation	3
A.	Contexte historique.....	3
B.	Restaurations des moulages	3
II.	Mise en œuvre.....	4
A.	Réalisation du moule en plâtre	4
B.	Mélange cireux.....	4
C.	Finitions et détails	5
D.	Fixation au support.....	6
E.	Comparaison des mouleurs.....	7
III.	Etat de conservation.....	9
A.	Altérations de surface	9
B.	Etat de la structure.....	10
C.	Anciennes interventions.....	17
IV.	Traitements de conservation-restauration réalisés	18
A.	Dépoussiérage	18
B.	Nettoyage de la cire	18
C.	Nettoyage des textiles et des planchettes en bois.....	19
D.	Retrait des coulures de cire.....	20
E.	Collage	20
F.	Consolidation et comblement	21
G.	Remise en forme	22
H.	Retouche de la cire.....	22
I.	Reprise des anciennes interventions.....	23
J.	Retouche des textiles et du socle en bois	23
V.	Conclusion et conseils en conservation préventive	24
VI.	Fiches d'intervention.....	25

I. Présentation

A. Contexte historique

Le musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, abrite une collection de 4952 moulages dermatologiques en cire. Ils ont été réalisés entre 1867 et 1958 par plusieurs mouleurs. Le principal est Jules Baretta (1833-1923) qui a fabriqué environ 3500 moulages entre 1865 à 1912. C'est ensuite S. Cordenot qui complète la collection avec 4 moulages entre 1911 et 1912. Vient après, Louis Niclet qui réalise 480 moulages entre 1914 à 1924, puis Couvreur, 20 moulages entre 1925 et 1926. Et enfin, Stephan Litte qui enrichit la collection de 389 moulages environ, le dernier ayant été réalisé en 1958¹.

Le musée acquiert, en parallèle, plusieurs collections de cires dermatologiques : la collection Péan, la collection Parrot et la collection Fournier.²

L'ensemble est exposé dans 162 vitrines, dans lesquelles les moulages sont rangés en ordre alphabétique, suivant le type de pathologie.

Ces moulages représentent diverses maladies de la peau telles que : acné, dermatite, eczéma, ichthyose, impétigo, molluscum, mycose, naevus, lèpre, syphilis, parapsoriasis, psoriasis, etc...

Ils ont été réalisés pour l'apprentissage de la dermatologie, et ont fait l'objet de nombreux emprunts par les médecins.

B. Restaurations des moulages

Les moulages ont été entretenus régulièrement par les mouleurs eux-mêmes. Quelques années après leur élaboration, Jules Baretta restaure ses premiers moulages³. Les autres mouleurs réalisent des nettoyages, ou des réparations des œuvres des mouleurs précédents.

Après 1958, les objets ont très certainement été nettoyés et réparés par le personnel du musée au fil des années.

Les fonds noirs des planchettes en bois et les textiles enduits ont été repeints plusieurs fois, et les étiquettes ont été changées.

En 1992, les moulages ont été classés au titre des Monuments historiques.

En 2001-2002, une campagne importante de restauration a été réalisée par Didier Besnainou, restaurateur diplômé de l'IFROA. Environ 1000 moulages ont été traités. Il s'agissait de nettoyage, consolidation, collage de fragments, bouchage de fissures et restitution de manques.

Après des travaux de toiture du bâtiment, une nouvelle campagne de restauration est donc lancée en 2021-2022, pendant laquelle nous avons restauré 112 moulages, conservés dans les vitrines 23 à 74. Les objets ont été sélectionnés en fonction de leur état de conservation : encrassement, fissurations, cassures, petits manques.

¹ Informations recueillies auprès de Sylvie Dorison, chargée du musée-bibliothèque, Hôpital Saint-Louis.

² Gérard Tilles, Daniel Wallach, *Le musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis*, Doin Editeurs/ Assistance publique des hôpitaux de Paris, 1996.

³ Chloé Pirson, *Corps à corps, les Modèles anatomiques entre art et médecine*, Editions Mare et Marin, 2009.

II. Mise en œuvre

Peu d'informations sur la mise en œuvre existent aujourd'hui. Cependant, avec la bibliographie et les observations réalisées, nous pouvons décrire les différentes étapes de l'élaboration des moulages en cire : la fabrication du moule, la coulée de la cire dans le moule, les finitions du moulage, la fixation sur le support. L'élaboration du moulage par le mouleur est supervisée par un médecin, pour que la représentation de la pathologie soit juste.

A. Réalisation du moule en plâtre

Dans un premier temps, un moule en plâtre est confectionné, avec empreinte directement sur le patient. Pour cela, la partie du malade à mouler est enduite d'un corps gras, et peut-être d'un film protecteur⁴, puis recouverte d'une première couche de plâtre liquide, qui permet d'épouser tous les reliefs. Une deuxième couche de plâtre est posée pour renforcer le moule. Pour les moulages de taille plus importante ou de forme plus complexe, des moules à pièces sont fabriqués, avec la méthode du fil⁵ ou des bandes.

Une fois le moule durci, il est retiré pour sécher complètement.

Aujourd'hui, il ne reste qu'un moule au musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Les autres n'ont pas été conservés. Il est visible dans une vitrine du musée.



Moule à pièces d'un bras visible dans la salle du musée des moulages

B. Mélange cireux

Chaque mouleur possède sa propre recette. Des analyses chimiques du mélange cireux, après prélèvement sur un moulage, permettraient d'identifier plus précisément sa composition.

Toutefois, le matériau utilisé est le plus souvent à base de cire d'abeille, mélangée à un corps gras (suif, saindoux, huile) et à une résine, type térébenthine de Venise. Le mélange est fondu au bain-marie, puis teinté dans la masse pour obtenir les couleurs désirées. Pour cela, des colorants et pigments sont utilisés pour obtenir les différentes teintes.

⁴ La partie à mouler était peut-être recouverte d'une peau de baudruche, selon les hypothèses de Fabien Noiro, artiste.

⁵ Un fil solide et huilé est plaqué sur le modèle avant l'application du plâtre sur plusieurs couches. Avant que le plâtre ne soit trop sec, on retire le fil, de sorte à créer une séparation, une fente.

Le moule en plâtre est enduit d'un bouche pore (savon, huile), puis une première couche de cire est coulée dedans. Plusieurs couches de cire sont ensuite ajoutées. Un fois la cire durcie, la pièce est démoulée.



Traces de couture visibles sur un moulage

C. Finitions et détails

Certains volumes complexes ont peut-être été travaillés, après démoulage, par modelage ou ajout de cire fondue.

Les traces de coutures et imperfections sont lissées à l'aide de solvant, type essence de térébenthine. Les détails de la pathologie colorés en surface sont réalisés, soit à base de cire teintée, soit à base de résines colorées, pour donner une transparence et un effet suintant à la lésion. Ces matériaux sont ajoutés à chaud.



Détail de la lésion de l'objet 242, utilisation de cire teintée en blanc




Détail de lésion de l'objet 2880, utilisation de résine teintée en rouge

D. Fixation au support

Le moulage est fixé sur une planche en bois assez fine, le plus souvent à l'aide de fils de fer. Il est ensuite maintenu par un textile, imbibé de plâtre, faisant le tour de l'objet. Le textile est lui-même fixé au moyen de pointes métalliques. Le pourtour de la planche en bois est ensuite peint en noir. Le nom du mouleur et la date de fabrication du moulage sont peints en blanc, sur le fond noir.

Des informations sont notées à la mine graphite au revers des planchettes en bois. Il s'agit le plus souvent du numéro de l'objet, mais également du sujet représenté, et parfois le nom et l'âge du patient sont précisés.

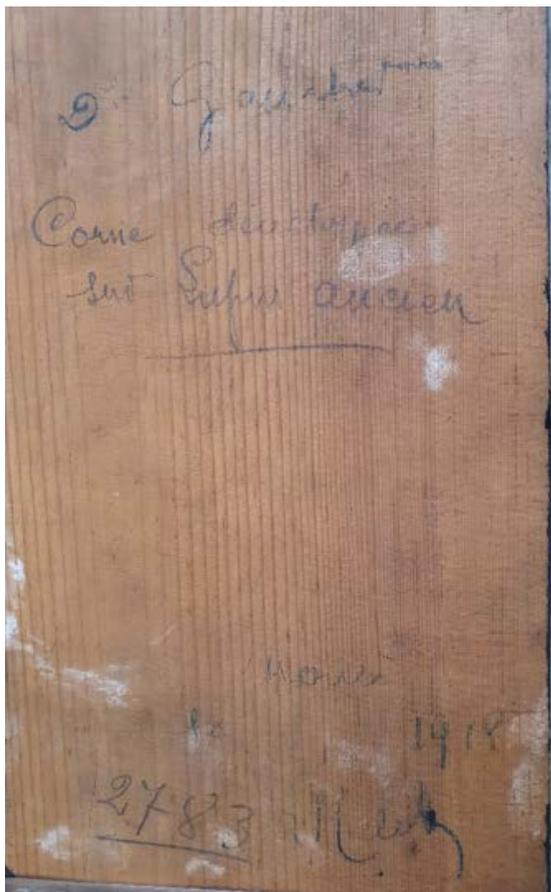

Détail du revers d'une planchette en bois, informations à la mine graphite




Pointes métalliques pour la fixation du textile

Une étiquette en papier est collée en haut à gauche du support bois, comportant le numéro d'inventaire de l'objet. Une autre étiquette, en carton est fixée sous l'objet, avec des pointes métalliques (ou punaises). Elle indique : le numéro d'inventaire, la vitrine dans laquelle se trouve le moulage, la pathologie représentée, le médecin responsable du malade, la date de réalisation et la partie du corps. La plupart des étiquettes précisent également l'âge, le sexe et la profession du patient.



Exemple de moulages avec les étiquettes comportant le numéro d'inventaire et la légende.
La signature du mouleur est visible en blanc.

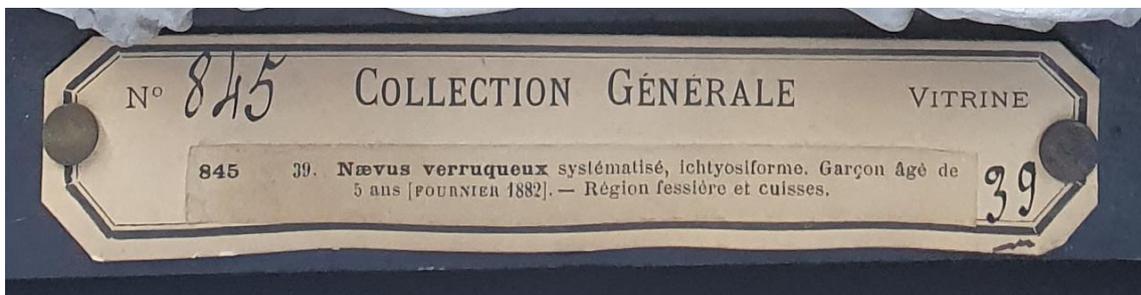

Exemple d'étiquette

E. Comparaison des mouleurs

On observe que, selon les mouleurs, la facture est différente. Les moulages de Jules Baratta sont dans l'ensemble de meilleure qualité que ceux de ses successeurs. Les couleurs sont parfois plus ternes et la cire plus fragile, sur les moulages de Louis Niclet et Stephan Littre. Les moulages de Littre sont assez pâles et entourés d'un textile non enduit, qui maintient donc moins bien le moulage. Ceux de Niclet sont d'une teinte plus foncée. Les détails du travail de ces mouleurs, y compris pour Cordenot et à l'inverse de Baratta, sont réalisés par des couleurs « à froid » non mêlées à de la cire chaude ou à de la résine fondue.

Dans l'ensemble, les moulages de Baratta apparaissent mieux conservés aujourd'hui, et semblent moins fragilisés que ceux de Littre ou Niclet.




Détail du moulage 2666, réalisé par Cordenot, lésion colorée, peinte sur la cire



Détail de l'objet 3069, réalisé par Niclet, contour de la lésion peint



Détail de l'objet 3478, réalisé par Littré

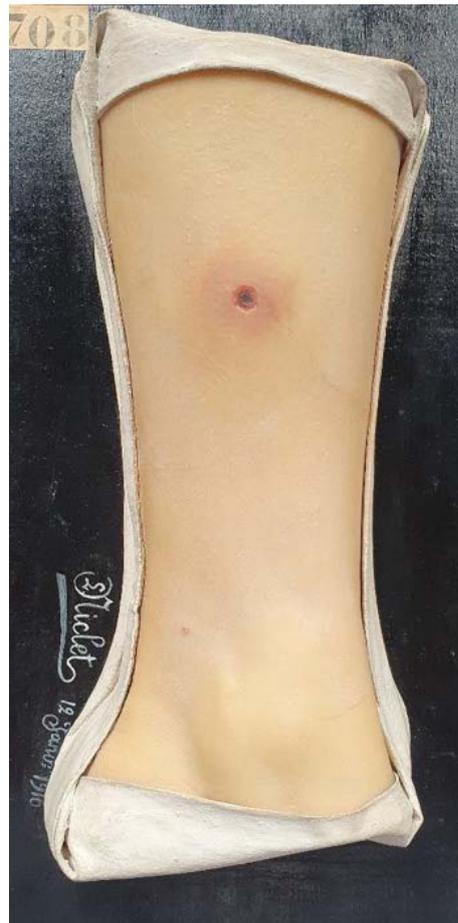

Objet 2708, réalisé par Niclet

III. Etat de conservation

Les 112 objets traités présentent tous des altérations de surface, et des altérations de structure plus ou moins importantes. Le détail de l'état de conservation de chaque objet est précisé dans une fiche individuelle, à la suite de ce document.

A. Altérations de surface

- Empoussièrément et encrassement de la cire

On observe un empoussièrément généralisé des objets, souvent plus marqué sur le dessus de l'objet. Il s'agit d'une poussière grise mobile.

Les objets sont tous encrassés, certains plus que d'autres. Dans ce cas, cela donne un aspect gris à la cire. Des coulures ou des taches sont présentes sur quelques objets.



Détail de l'objet 445, empoussièrément important



Coulures visibles sur l'objet 475



Empoussièrément et encrassement très importants sur l'objet 2671

- **Etat des textiles**

Les textiles enduits de couleur blanche sont empoussiérés et encrassés. La plupart présente un aspect gris. On observe sur plusieurs moulages, des lacunes et de petites craquelures dans l'enduit blanc. Les textiles non enduits sont également empoussiérés.



Détail du textile encrassé de l'objet 1109



Détail du dessus de l'objet 242 : empoussièrément sur le textile, encrassement de la cire

- **Empoussièrément du support en bois**

Les revers des planches en bois sont très empoussiérés.

B. Etat de la structure

- **Microfissurations/craquelures**

Plusieurs objets présentent des microfissurations. Il s'agit de fissures fines et non profondes, visibles en surface de la cire. Ces altérations peuvent être dues soit à un choc, soit à un léger mouvement de la planche en bois sur laquelle est fixé l'objet, lors de changements climatiques. Et enfin, des variations de températures dans le lieu d'exposition peuvent également entraîner l'apparition de microfissurations et craquelures en surface de la cire.



Microfissurations sur l'objet 601



Microfissurations sur l'objet 662

- Fissures et fentes

De nombreux moulages présentent des fissures plus ou moins profondes, ou des fentes, plus ouvertes que les fissures. L'apparition de celles-ci est principalement due aux mouvements du support en bois.

En effet, le bois, matériau organique hygroscopique, réagit aux changements climatiques, notamment aux variations d'hygrométrie. Le mouvement du bois lors de ces variations, entraîne donc des fissurations dans la cire.




Détail de l'objet 929 : fissures, craquelures et encrassement



Détail de l'objet 2557, présence d'une fissure



Détail de la fente visible sur l'objet 1416

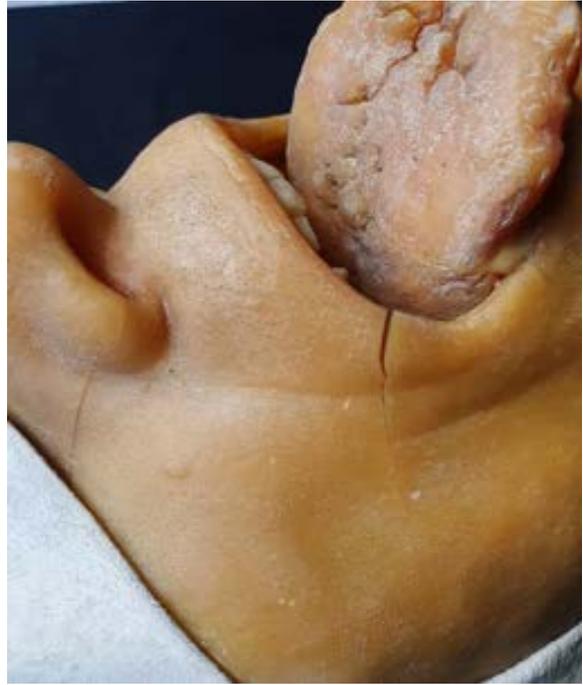

Détail des fissures sur l'objet 117



Détail de l'objet 264, présence de plusieurs fissures



Fissurations et craquelures présentes sur l'objet 333



Détail de l'objet 906 : présence d'une fissure profonde

- **Cassures**

Plusieurs moulages sont cassés. Sur la plupart, les fragments sont présents, et souvent encore en place, maintenus par le textile, quand la cassure se situe en bordure. Les cassures sont dues à des chocs, des manipulations maladroites, ou parfois des chutes.



Cassure d'un fragment de l'objet 2709



Cassure d'une partie de l'objet 1742



Détail du talon de l'objet 2133, cassure

- Manques

Certains objets présentent des manques, de petite taille dans la plupart des cas. Ces manques sont dus à des cassures dont les fragments ont disparu.



Manque sur la base de l'objet 944



Manque sur l'index de l'objet 1324



Trou (manque) visible sur le haut de l'objet 3342



Manque visible au centre de l'objet 1622

- Fontes, coulures

Sur une petite partie des moulages traités, nous observons des coulures de cire. Celles-ci résultent de la fonte de matière. Les moulages ont certainement été exposés à une forte source de chaleur, comme les rayons du soleil. Les coulures de cire ont ensuite durci. Un creux ou déformation est parfois visible au-dessus des coulures.



Détail de l'objet 389, coulures visibles



Détail du pouce avec une déformation et des coulures de cire sur l'objet 407

- Déformations

Une partie des moulages présente des déformations plus ou importantes. Ces déformations sont principalement dues à un ramollissement de la cire lors de la hausse de la température. Lors du refroidissement, la cire se durcit en reprenant une forme différente de celle d'origine.



Déformation importante de l'objet 1109



Déformation avec fonte de cire sur l'objet 869

- Désolidarisation

Quelques objets sont désolidarisés de leur support. Cela est dû soit à une fragilisation du système de fixation d'origine et/ou à des manipulations maladroites.



Objet 2824, désolidarisé en 3 parties



Objet 3478, désolidarisé du support, maintenu à l'origine par un fil métallique et par le textile (non enduit)

C. Anciennes interventions

Une partie des moulages traités ont fait l'objet de réparations, ou restaurations, structurelles, parfois maladroites.

On observe d'anciens comblements, qui correspondent très certainement à l'intervention de Didier Besnainou (en 2001-2002) plutôt bien réalisés, et quelques collages, dont certains ont un aspect peu satisfaisant. Ces derniers sont peut-être le résultat de réparations plus anciennes.



Détail de l'objet 843, anciens comblements des fissures



Détail de l'objet 1622, anciens comblements des fissures



Ancien collage maladroit sur l'objet 3478



Ancien collage de fragments, avec débordements de colle sur la main de l'objet 2783

IV. Traitements de conservation-restauration réalisés

L'intervention de conservation-restauration a débuté en 2021, et s'est achevée en juin 2022. Elle avait pour but de stabiliser les objets par le traitement des fissures et collage de fragments, et d'améliorer leur aspect esthétique par le nettoyage et la retouche.

A. Dépoussiérage

Dans un premier temps, les moulages en cire, les textiles et les socles en bois ont été dépoussiérés à l'aide d'un aspirateur adapté, et d'un pinceau doux.

B. Nettoyage de la cire

Le nettoyage de la cire a été effectué avec une solution de Tween® 20 (tensio-actif) dilué à 2 % dans l'eau, suivi de plusieurs rinçages à l'eau. Très ponctuellement, une éponge en mélamine humidifiée a été employée pour le retrait de crasse récalcitrante, comme c'est le cas pour l'objet 2671. Parfois, de l'éthanol a été utilisé pour le retrait de taches.



Vue de l'objet 1555 à mi-nettoyage



Vue de l'objet 2671 à mi-nettoyage



Mi-nettoyage de l'objet 722



Mi-nettoyage de l'objet 3431

C. Nettoyage des textiles et des planchettes en bois.

Les textiles enduits ont été nettoyés, dans un premier temps, à l'aide de gommes souples Wishab®.

Un coton légèrement imbibé d'eau a été utilisé pour éliminer les résidus de crasse.

Lorsque l'avers des planchettes en bois était très encrassé, il a été nettoyé avec un coton légèrement imbibé d'eau.



En cours de nettoyage du textile de l'objet 15, à l'aide de gomme Wishab®, puis d'un coton imbibé d'eau.

D. Retrait des coulures de cire

Les coulures de cire ont été éliminées mécaniquement à l'aide d'un scalpel. Le surplus de cire a pu être enlevé pour retrouver la surface sous-jacente.



Détail de l'objet 794, avant retrait de la coulure de cire



Détail de l'objet 794, après retrait de la coulure de cire

E. Collage

Les fragments cassés et les éléments désolidarisés ont été remis en place, puis recollés. Les adhésifs utilisés sont la Jade R®, une colle polyvinylique, ou le Paraloid® B72.



Objet 3478 instable sur son support



Objet 3478 refixé sur le socle

F. Consolidation et comblement

Des comblements ont été réalisés dans certaines craquelures, dans les fissures/fentes et dans les lacunes, pour consolider l'ensemble et redonner une unité à l'objet.

Le matériau utilisé pour les comblements est un mélange de restauration, composé de deux cires minérales stables (cire cosmolloid et paraffine) en proportions égales. Ce mélange est additionné de pigments, afin de s'approcher au plus près de la teinte de la cire originale. Il est déposé au goutte à goutte dans les fissures et les lacunes. Une fois la cire de restauration durcie, la surface du comblement est lissée à l'aide d'outils en métal.

Certaines lacunes de taille importante ont nécessité la pose de renforts, permettant le maintien de la cire de restauration. Ces renforts ont été réalisés à l'aide de papier japonais enduit de cire.




Détail de la fissure visible sur l'objet 919



Détail après comblement de la fissure visible sur l'objet 919



Détail du renfort fixé dans la lacune visible sur l'objet 1622

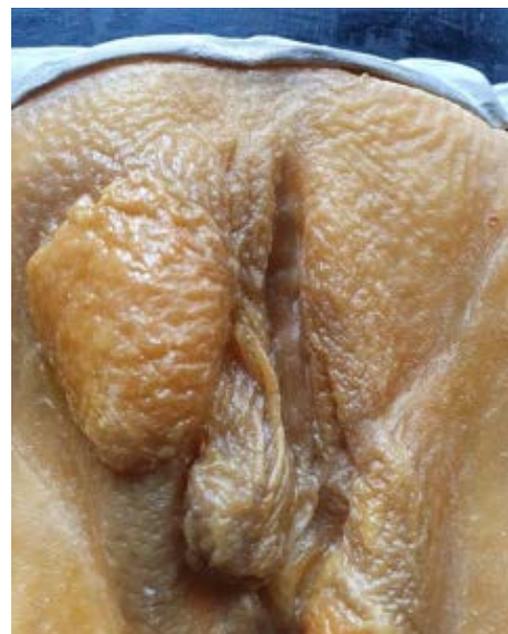

Détail du comblement terminé, sur l'objet 1622

G. Remise en forme

Lorsque cela était possible techniquement, sans entraîner de dommage sur les objets, une remise en forme a été effectuée sur plusieurs objets.

Pour cela, la base de la partie déformée a été légèrement réchauffée, à l'aide d'un Leister® soufflant un flux d'air chaud contrôlé. Une fois la zone suffisamment « ramollie », une légère pression avec la main est exercée sur l'élément à remettre en place. Des comblements sont généralement nécessaires autour ou entre les parties replaquées.



Vue de l'objet 1409 avant remise en place de l'élément principal



Vue de l'objet 1409 après intervention

H. Retouche de la cire

Des retouches ont été effectuées ponctuellement sur les comblements, afin d'assurer la continuité d'une lésion. Pour cela, plusieurs matériaux ont été utilisés : des Gamblins®, dilués dans l'éthanol, des couleurs acryliques, de l'aquarelle pour une retouche plus légère, et parfois des pastels secs.



Détail de l'objet 2671 avant retouche



Détail de l'objet 2671 après retouche

I. Reprise des anciennes interventions

Les anciennes interventions de restauration et réparations ont été reprises, pour améliorer l'aspect esthétique des moulages. Les anciens comblements disgracieux ont été lissés à l'aide d'outils métalliques. Certains anciens collages ont été remplacés par un nouveau, suivi de comblements et d'une retouche (comme sur l'objet 2783).



Détail de l'objet 2783 avant intervention



Après démontage de l'ancien collage



Après nouveau collage et comblement



Après retouche sur les comblements

J. Retouche des textiles et du socle en bois

Certains textiles enduits ont été retouchés ponctuellement à l'aide de couleurs acryliques et de pastels secs, pour leur redonner une unité esthétique.

Les lacunes visibles sur l'avant des planches en bois peintes en noir ont été retouchées à l'aide d'aquarelle noire.

V. Conclusion et conseils en conservation préventive

L'ensemble des moulages traités a retrouvé une stabilité et un aspect esthétique satisfaisant. Dans l'idéal, ces objets, ainsi que les autres de la collection, devraient être entretenus plus régulièrement, avec une surveillance de l'évolution ou de l'apparition de nouvelles altérations. Ils devraient faire l'objet d'un dépoussiérage régulier, au moins une fois par an.

Les objets étant composites, constitués de matériaux à la fois sensibles aux variations d'humidité et à la chaleur (cire, bois, papier, carton, textile, métal), le climat ambiant doit être contrôlé et idéalement stable. Nous préconisons une température autour de 18-20°C, et une humidité relative autour de 50 %, en évitant les fluctuations. Un éclairage doux (150 à 180 lux) et indirect est recommandé. La pose de capteurs dans divers points du musée permettrait un relevé plus précis des conditions de conservation, sur plusieurs années.

La température des radiateurs en hiver doit être surveillée, pour éviter une chaleur trop importante. La pose de climatiseurs permettrait d'éviter les hausses de chaleur en été. Enfin, l'utilisation d'humidificateurs/déshumidificateurs serait utile pour contrôler les variations hygrométriques, évitant ainsi le mouvement du bois, responsable des altérations structurelles de la cire.

VI. Fiches d'intervention

Fiches d'intervention

Conservation-restauration de
112 moulages en cire

Avril 2021-Juin 2022

Musée des moulages l'hôpital
Saint-Louis

Fiche de traitement – Objet 10

Plaques syphilitiques hypertrophiques- Région thoracique antérieure

I. Identification de l'objet 10

Titre/sujet : Plaques syphilitiques hypertrophiques des régions sous-mammaires - Région thoracique antérieure.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1867

N° inv. : 10

Localisation : vitrine 65

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 33 ; L : 39 ; Pr : 11,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure au centre de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 15

Syphilome du scrotum- Régions génitales et génito-crurales

I. Identification de l'objet 15

Titre/sujet : Syphilome du scrotum-Régions génitales et génito-crurales

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1867

N° inv. : 15

Localisation : vitrine 67

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 29,4 ; Pr : 8,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment du revers des planches en bois.

Structure


Présence de fissures au niveau de l'aine du côté droit et du côté gauche.

Manques de matière tout autour du scrotum, probablement dus à une déformation de la cire.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Retouche légère du textile à l'aide de pastels secs
- Comblement au niveau des manques autour du scrotum avec utilisation de renforts.

IV. Photographies avant et après restauration

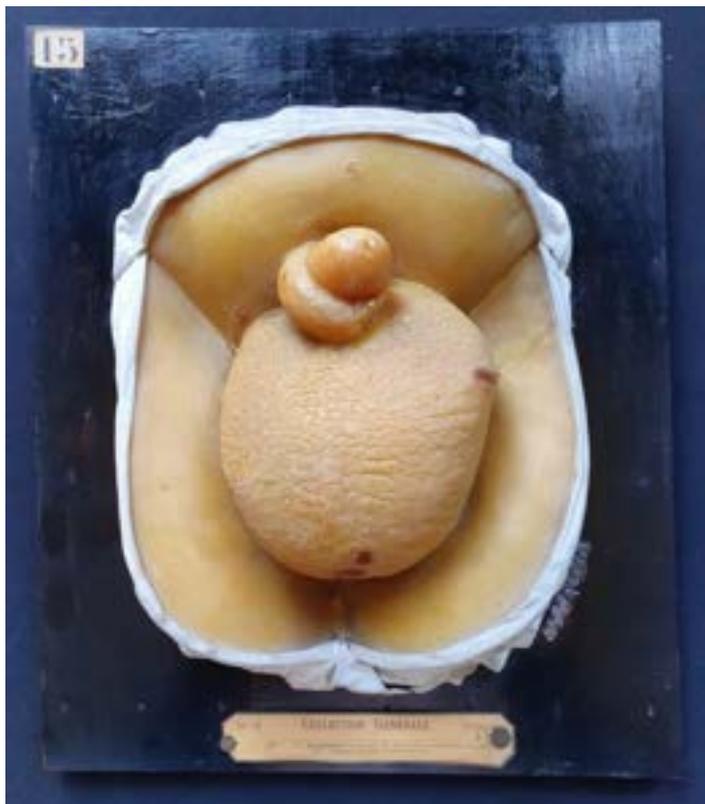

Vue avant restauration

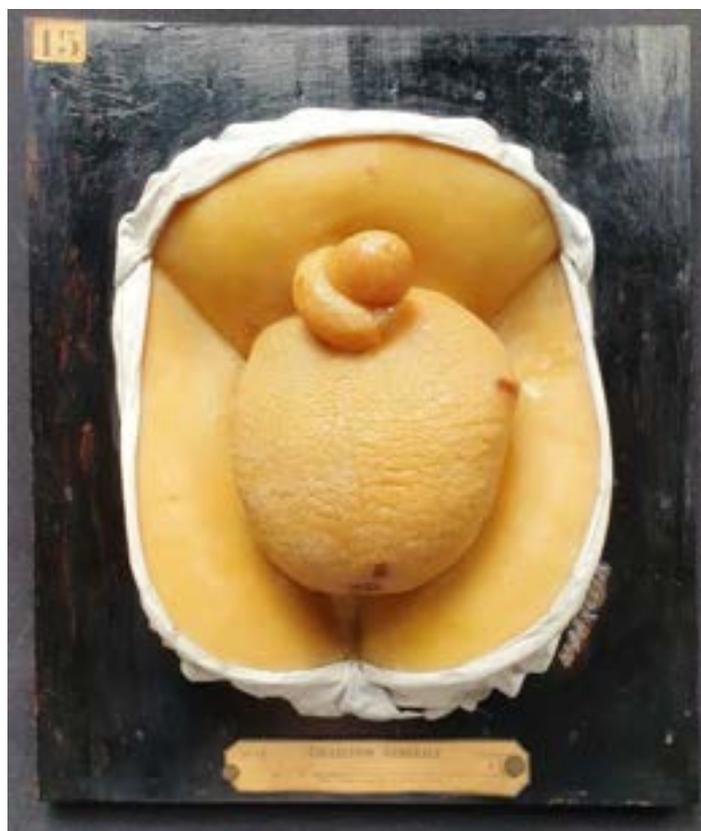

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 19

Syphilide acnéique disséminée du dos -Dos

I. Identification de l'objet 19

Titre/sujet : Syphilide acnéique disséminée du dos. Homme âgé de 29 ans, marbrier - Dos

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1867

N° inv. : 19

Localisation : vitrine 65

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 40 ; L : 34,6 ; Pr : 8,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures assez profondes sur la partie dextre du dos.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Retouche du textile à l'aide de pastels secs
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

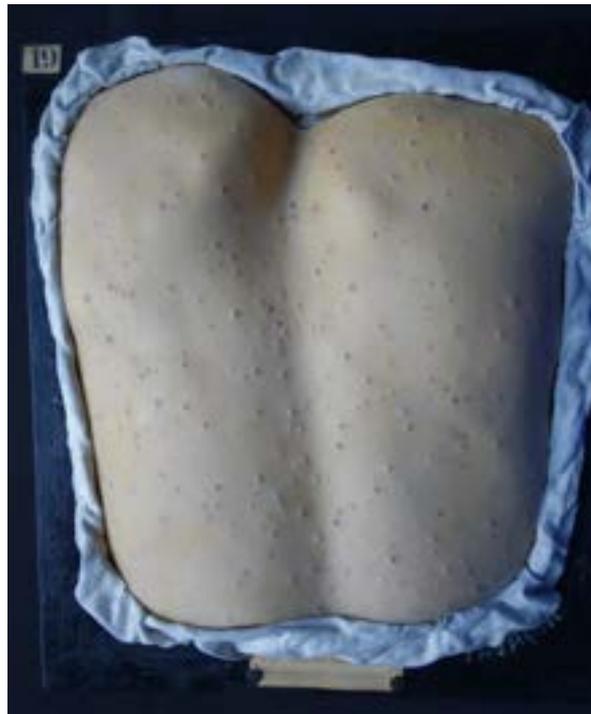

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 54

Syphilide psoriasiforme - Main droite, face palmaire

I. Identification de l'objet 54

Titre/sujet : Syphilide psoriasiforme de la paume de la main. Homme âgé de 19 ans. – Main droite, face palmaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1867

N° inv. : 54

Localisation : vitrine 69

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 19,6 ; Pr : 7,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures à la base des quatre doigts, index, majeur, annulaire et auriculaire.

La main est légèrement décollée de la base, mais l'ensemble est stable.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures
- Retouche sur les comblements à l'aide de couleurs acryliques.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 75

Plaques syphilitiques en cocarde du dos et du bras – Partie latérale droite du dos et face postérieure du bras droit.

I. Identification de l'objet 75

Titre/sujet : Plaques syphilitiques en cocarde du dos et du bras. Femme âgée de 46 ans, marchande de peaux de lapin. – Partie latérale droite du dos et face postérieure du bras droit.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1868

N° inv. : 75

Localisation : vitrine 64

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 45,8 ; L : 32,5 ; Pr : 13

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement importants de la cire, en particulier au-dessus de l'objet.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une zone importante de fissurations en partie haute du dos, derrière le bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 117

Glossite syphilitiques scléro-gommeuse. Partie inférieure de la face et langue

I. Identification de l'objet 117

Titre/sujet : Glossite syphilitique scléro-gommeuse. Homme âgé de 42 ans, garçon de magasin. - Partie inférieure de la face et langue.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1869

N° inv. : 117

Localisation : vitrine 69

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 23,3 ; L : 23,3 ; Pr : 13,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissurations : sur le côté dextre de la bouche, sur les deux côtés du nez et sur la langue. Ces fissures sont relativement stables.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 133

Syphilide pustulo-crustacée- Membre supérieur droit, face postérieure.

V. Identification de l'objet 133

Titre/sujet : Syphilide pustulo-crustacée, syphilis maligne précoce, infection datant de 13 mois. Homme âgé de 32 ans, terrassier. - Membre supérieur droit, face postérieure.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1868

N° inv. : 133

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 45,8 ; L : 32,5 ; Pr : 13

VI. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile, usure du plâtre.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de trois fissures : au-dessus du coude, au niveau du poignet, sur le pouce.

VII. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

VIII. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 195

Syphilide tuberculo-crustacée- Région latérale droite du tronc

I. Identification de l'objet 195

Titre/sujet : Syphilitique tuberculo-crustacée serpiginieuse. Homme âgé de 50 ans, employé. – Région latérale droite du tronc.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1870

N° inv. : 195

Localisation : vitrine 70

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 63,8 ; L : 29,8 ; Pr : 12

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement important du textile.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de plusieurs fissures sur les côtés. Présence d'une lacune de cire, en bordure du textile, en partie inférieure senestre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile avec un bâtonnet de coton imbibé d'eau
- Retouche sur le textile à l'aide d'acryliques
- Comblements des fissures et du manque dans la cire.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 242

Psoriasis circiné rupioïde-Dos

I. Identification de l'objet 242

Titre/sujet : Psoriasis circiné rupioïde. Homme âgé de 22 ans, commis- Dos

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1872

N° inv. : 242

Localisation : vitrine 49

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 44 ; L : 34 ; Pr : 11,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire, visibles sur la peau de couleur jaune et sur les lésions blanches, apparaissant grises par endroits.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures et cassures dans la cire sur plusieurs zones : en partie supérieure, dans les angles supérieurs dextre et senestre, sur les côtés dextre et senestre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Consolidation de la cire avec du Médium Lascaux® et comblement
- Retouche sur la cire et le textile avec des couleurs acryliques et des pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 264

Syphilide papuleuse à petites papules et syphilide pigmentaire du cou. - Côté droit du cou et épaule.

I. Identification de l'objet 264

Titre/sujet : Syphilide papuleuse à petites papules et syphilide pigmentaire du cou. Femme âgée de 17 ans, cuisinière. Côté droit du cou et épaule.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1873

N° inv. : 264

Localisation : vitrine 59

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 22,2 ; Pr : 18,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de plusieurs fissures partant du cou, sur l'épaule.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 277

Syphilides papuleuses miliaires du dos ; forme diffuse. – Dos.

I. Identification de l'objet 277

Titre/sujet : Syphilides papuleuses miliaires du dos ; forme diffuse. Femme âgée de 22 ans, couturière.
– Dos.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1873

N° inv. : 277

Localisation : vitrine 64

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 32 ; Pr : 6,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers.

Structure

Fissures présentes en partie supérieure de l'objet et en partie inférieure.

Microfissuration sur l'ensemble.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 317

Lentiginose profuse. – Région fessière gauche.

I. Identification de l'objet 317

Titre/sujet : Lentiginose profuse de la région fessière. Femme âgée de 19 ans, passementière. – Région fessière gauche.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1874

N° inv. : 317

Localisation : vitrine 39

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 22,7 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire., plus prononcés sur le dessus de l'objet.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de microfissurations stables, au centre.

Présence de fissures en partie supérieure du moulage.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 333

Dactylite syphilitique de la main droite– Main droite : 1^e face dorsale ; 2^e face palmaire

I. Identification de l'objet 333

Titre/sujet : Dactylite syphilitique de la main droite. Homme âgé de 41 ans, cordonnier. – Main droite : 1^e face dorsale ; 2^e face palmaire (deux moulages)

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1875

N° inv. : 333

Localisation : vitrine 68

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 26,5 ; L : 27 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de microfissurations stables sur l'ensemble des deux moulages, plus marquées sur les parties supérieures des mains.

Fissures plus ouvertes sur les doigts, en particulier sur le moulage de la face palmaire.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 337

Syphilome en nappe de la langue et de la lèvre inférieure- 1^e Partie inférieure de la face et langue ; 2^e lèvre inférieure éversée (deux moulages).

I. Identification de l'objet 337

Titre/sujet : Syphilome en nappe de la langue et de la lèvre inférieure. Homme âgé de 40 ans, peintre en bâtiment- 1^e Partie inférieure de la face et langue ; 2^e lèvre inférieure éversée (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1875

N° inv. : 337

Localisation : vitrine 69

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25,5 ; L : 19 ; Pr : 11

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures notamment sur le nez, le menton et au coin des lèvres.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide d'un coton imbibé d'eau
- Consolidation et comblements des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

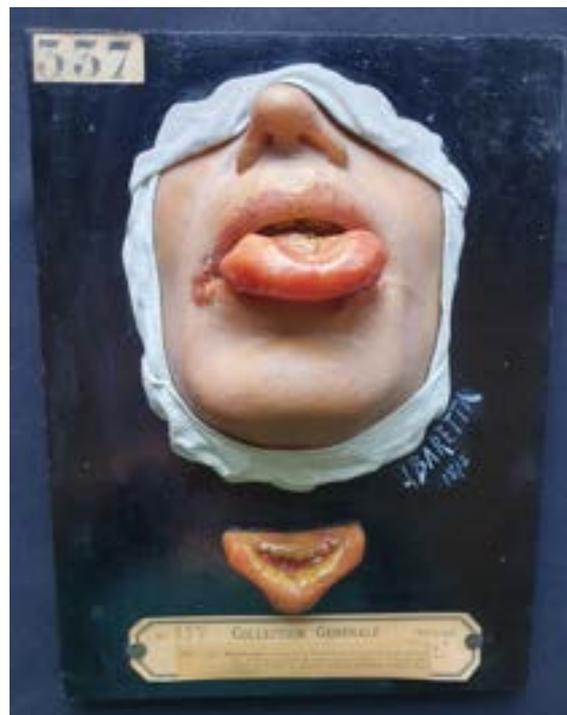

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 369

Pityriasis rubra pilaire. Maladie de Devergie. - Poignet et main gauche, face dorsale.

I. Identification de l'objet 369

Titre/sujet : Pityriasis rubra pilaire. Maladie de Devergie. Homme âgé de 59 ans, charretier. - Poignet et main gauche, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1870

N° inv. : 369

Localisation : vitrine 46

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 22 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche.

Présence de petits éclats sur les extrémités des ongles.

Structure

Présence de quatre fissures sur le dessus de la main, peu profondes.

Présente d'une fente sur l'extrémité du pouce, au-dessous de l'ongle.

Manque visible sur l'avant-bras, côté dextre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement du manque et des fissures et de la fente.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 376

Tuberculose vulvaire pachydermique – 1^e Région vulvaire, lésion à la phase de début ; 2^e région vulvaire, lésion à une phase plus avancée (deux moulages)./ Esthiomène de la vulve

I. Identification de l'objet 376

Titre/sujet : Tuberculose vulvaire pachydermique – 1^e Région vulvaire, lésion à la phase de début ; 2^e région vulvaire, lésion à une phase plus avancée (deux moulages)./ Esthiomène de la vulve

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1876

N° inv. : 376

Localisation : vitrine 29

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et papier.

Dimensions (cm) : H : 23,8 ; L : 40 ; Pr : 10,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence d'une fissure profonde sur tout le contour de la vulve sur le moulage n°2.

Microfissurations visibles sur le pourtour, sur les deux moulages.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure profonde pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 377

Syphilis mutilante de la main. – Avant-bras et main gauche, face dorsale.

I. Identification de l'objet 377

Titre/sujet : Syphilis mutilante de la main. – Avant-bras et main gauche, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1876

N° inv. : 377

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et papier.

Dimensions (cm) : H : 42 ; L : 18 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers.

Structure

Présence de craquelures et de fissurations sur le bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des craquelures et des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 389

Psoriasis circiné solitaire - Main gauche (2 moulages) : 1^e face palmaire ; 2^e face dorsale

I. Identification de l'objet 389

Titre/sujet : Psoriasis circiné solitaire, localisé exclusivement à la main gauche. Squames, rhagades, gouttes disposées en cercles, crosses, anneaux. Lésion ne subissant aucune influence du traitement mercuriel ou ioduré, s'améliorant sous l'influence du traitement du psoriasis, mais récalcitrant. Homme âgé de 47 ans, employé. - Main gauche (2 moulages) : 1^e face palmaire ; 2^e face dorsale

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1876

N° inv. : 389

Localisation : vitrine 49

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L : 34,7 ; Pr : 7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Nombreuses microfissurations sur la surface, stables.

Fissure visible sur la face dorsale de la main, avec coulures de cire.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes et d'un coton imbibé d'eau
- Retrait des coulures de cire mécaniquement, au scalpel
- Complements au niveau des fissures et de la zone de coulures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 392

Plaques syphilitiques, condylomes plats syphilitiques, extraordinairement végétantes de la nuque et du dos. 1^e Nuque et dos-2^e plaque du dos après la chute des croûtes ; 3^e et 4^e deux régions du dos

I. Identification de l'objet 392

Titre/sujet : Plaques syphilitiques, condylomes plats syphilitiques, extraordinairement végétantes de la nuque et du dos. 1^e Nuque et dos-2^e plaque du dos après la chute des croûtes ; 3^e et 4^e deux régions du dos (quatre moulages)

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1876

N° inv. : 392

Localisation : vitrine 64

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 29,7 ; L : 28,9 ; Pr : 6,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de fissures dans les deux petits moulages à droite.

Fissure au centre du moulage principal.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 407

Chancre syphilitique de l'annulaire droit. Homme âgé de 39 ans, tailleur. – Main droite, face dorsale.

I. Identification de l'objet 407

Titre/sujet : Chancre syphilitique de l'annulaire droit. Homme âgé de 39 ans, tailleur. – Main droite, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1876

N° inv. : 407

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 29 ; 5 ; L : 19,2 ; Pr : 7,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièrément du revers.

Structure


Déformation due à la fonte de la cire au-dessus du pouce.

Importantes coulures de cire visibles sur le pouce.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes et d'un coton imbibé d'eau
- Retrait des coulures de cire à l'aide d'un scalpel
- Retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration

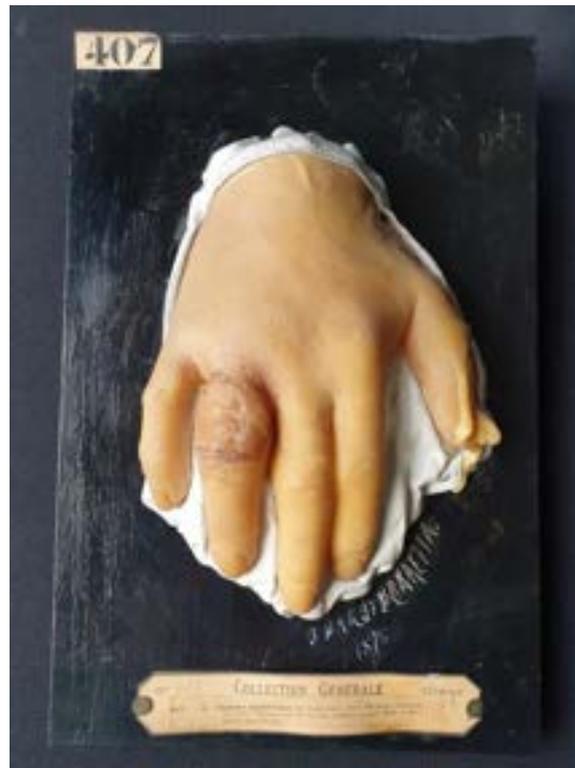

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 445

Prurigo de Hebra.- Avant-bras et main droite, face dorsale.

I. Identification de l'objet 445

Titre/sujet : Prurigo de Hebra. Femme âgée de 16 ans, blanchisseuse.- Avant-bras et main droite, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1877

N° inv. : 445

Localisation : vitrine 51

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 54 ; L : 13,3 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de plusieurs fissures : au niveau du départ des doigts, au milieu de l'avant-bras, et au-dessus du coude.

Déformation due à la fonte de la cire sur la partie visible de l'index.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Retouche sur les comblements et sur le textile à l'aide de pastels secs

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 475

Plaques syphilitiques de la région ano-fessière, type de plaques syphilitiques de Bazin.

I. Identification de l'objet 475

Titre/sujet : Plaques syphilitiques de la région ano-fessière, type de plaques syphilitiques de Bazin.
Homme âgé de 28 ans, tonnelier. – Région ano-fessière.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1877

N° inv. : 475

Localisation : vitrine 58

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 22,5 ; L : 29,9 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire, avec coulure de crasse en partie senestre de l'objet.
Encrassement du textile, plus important sur la partie senestre.
Empoussièrément du revers.

Structure

Présence d'une fissure au centre de l'objet, au niveau du sillon inter fessier.
Manque de matière (cire), sous l'anus.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure et du manque pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 574

Trichophytie généralisée, lésions des ongles – Main droite face dorsale

I. Identification de l'objet 574

Titre/sujet : Trichophytie généralisée ; lésions des ongles – Main droite, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1879

N° inv. : 574

Localisation : vitrine 44

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 29 ; L : 18,3 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement du revers.

Structure

Présence de fissures assez profondes partant du poignet, allant jusqu'au départ de l'index, et au-dessus du pouce.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 592

Lupus tuberculo-gommeux – Bras et avant-bras gauche, face externe.

I. Identification de l'objet 592

Titre/sujet : Lupus tuberculo-gommeux serpigineux du bras – Bras et avant-bras gauche, face externe.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1878

N° inv. : 592

Localisation : vitrine 30

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 17,2 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment du revers.

Structure

Présence de fissures peu profondes sur le bras et sur la zone entre le bras et l'avant-bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 601

Syphilide folliculaire. Syphilide papulo-granuleuse – Epaule gauche

I. Identification de l'objet 601

Titre/sujet : Syphilide folliculaire à éléments pour la plupart disséminés, quelques-uns conglomérés. Syphilide papulo-granuleuse pustuleuse, ou acnéique. – Epaule gauche.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1877

N° inv. : 601

Localisation : vitrine 62

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25,5 ; L : 24,1 ; Pr : 9,7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement important du textile, surtout sur le dessus.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de nombreuses craquelures sur l'ensemble de l'objet, principalement au centre et sur le dessus.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile avec des gommes et un coton imbibé d'eau
- Comblements des craquelures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

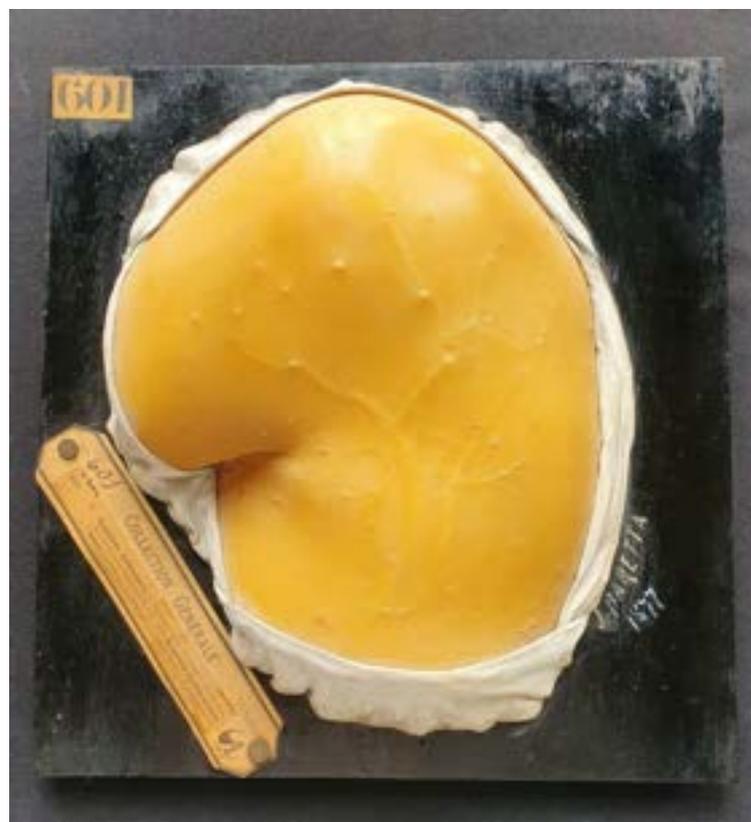

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 662

Gomme syphilitique ulcérée du mollet- Jambe gauche, face postérieure

I. Identification de l'objet 662

Titre/sujet : Gomme syphilitique ulcérée du mollet. – Jambe gauche, face postérieure.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1880

N° inv. : 662

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 52 ; L : 22 ; Pr : 9,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers.

Structure

Présence de nombreuses craquelures sur l'ensemble de l'objet.

Présence de fissures autour de la lésion, et en partie gauche du mollet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile avec des gommages et un coton imbibé d'eau
- Comblements des fissures et des craquelures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 682

Syphilide pustulo-crustacée de la face. – Face.

I. Identification de l'objet 682

Titre/sujet : Syphilide pustulo-crustacée de la face. – Face.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1880

N° inv. : 682

Localisation : vitrine 71

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 27,2 ; L : 21,5 ; Pr : 9,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers.


Structure

Présence d'une fissure sur le départ du nez.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Complements de de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration

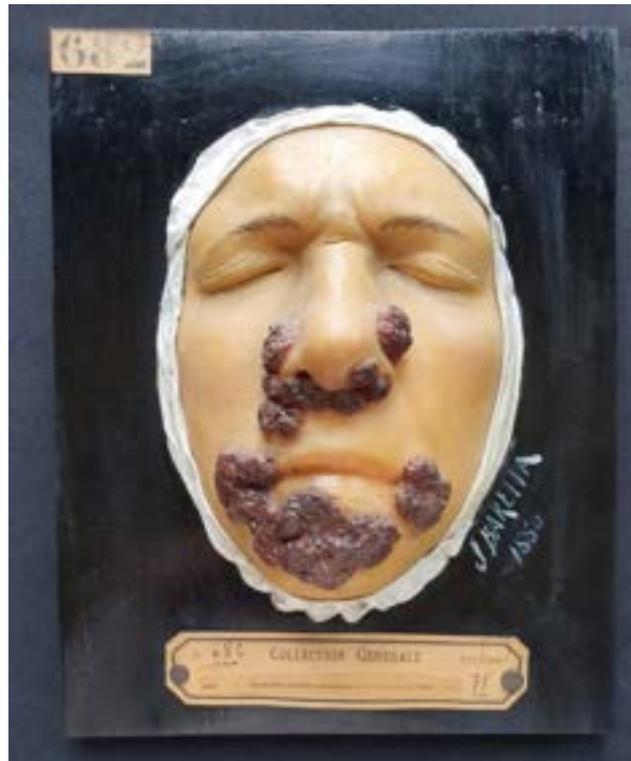

Vue avant restauration

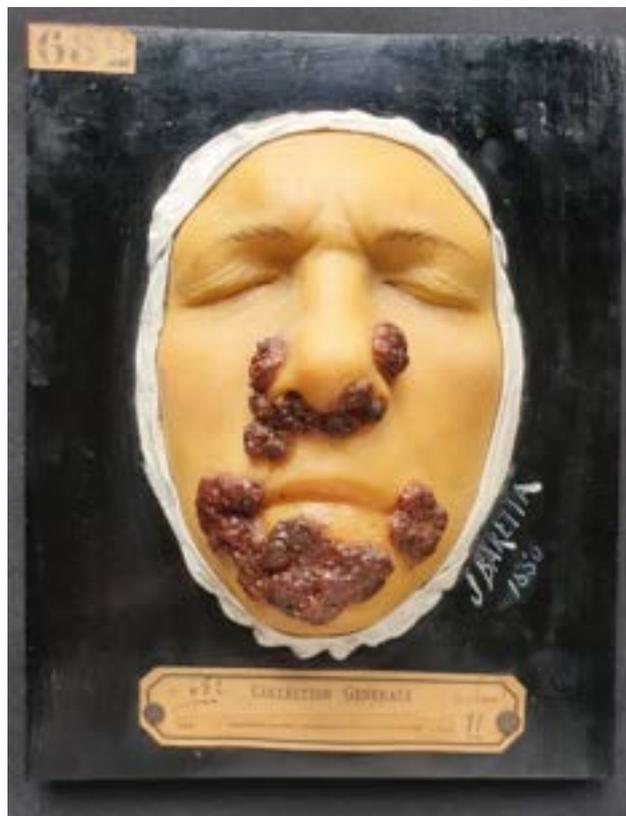

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 722

Psoriasis circiné généralisé. – Région fessière et cuisse gauche

I. Identification de l'objet 722

Titre/sujet : Psoriasis circiné généralisé- Région fessière et cuisse gauche

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1881

N° inv. : 722

Localisation : vitrine 48

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 29 ; Pr : 13

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement important de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures : partie supérieure côtes dextre et senestre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Complements et consolidation des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 746

Gomme syphilitique ulcérée du testicule gauche-Région génitale et génito crurales

I. Identification de l'objet 746

Titre/sujet : Gomme syphilitique ulcérée du testicule gauche-Régions génitale et génito crurales.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1880

N° inv. : 746

Localisation : vitrine 68

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,5 ; L : 29,5 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement importants de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremement du revers.

Structure

Présence de plusieurs fissures : sur le pourtour des testicules, sur l'aine droite. Des craquelures sont observées au-dessus, sur le pubis.

Un manque de matière est visible sur l'aine droite.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Comblements des fissures et du manque sur l'aine
- Retouche sur le textile à l'aide d'acryliques et pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 769

Syphilide ulcéro-gommeuse avec destruction du nez.-Face.

I. Identification de l'objet 769

Titre/sujet : Syphilide ulcéro-gommeuse avec destruction du nez. Femme âgée de 24 ans, chiffonnière.
-Face.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1881

N° inv. : 769

Localisation : vitrine 72

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,6 ; Pr : 6,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément du revers.

Structure


Présence de plusieurs fissurations : sur le front, sur le départ du nez, sur l'œil droit, sous la lésion du nez, sur la lèvre, sur la joue droite, et sous le menton côté droit.

Il s'agit de fissures peu profondes, mais nombreuses sur l'ensemble.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblements des fissurations
- Traitement du textile : nettoyage léger et retouche sur le dessus.

IV. Photographies avant et après restauration

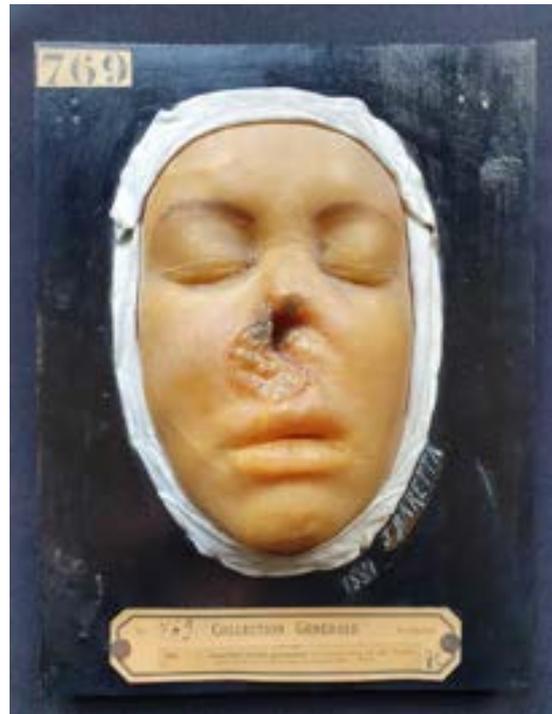

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 777

Syphilide tertiaire ulcéreuse- Bras et avant-bras, face externe.

I. Identification de l'objet 777

Titre/sujet : Syphilide tertiaire ulcéreuse développée sur un tatouage du bras. Homme âgé de 21 ans, couvreur. – Bras et avant-bras, face externe.

Auteur : Jules Baretta

Datation : 1881

N° inv. : 777

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 42,2 ; L : 19,1 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de nombreuses craquelures dans la cire, au centre et en bas de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Complements des manques dans les craquelures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 779

Lèpre tuberculeuse de la face ; léontiasis. – Face.

I. Identification de l'objet 779

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse de la face ; léontiasis. – Face.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1887

N° inv. : 779

Localisation : vitrine 23

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,5 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement du revers.

Structure

Présence de fissures peu profondes sur le nez et sur le menton.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 794

Psoriasis rupoïde.- Deux moulages : 1^e Côté gauche du thorax, 2^e poignet et main fermée, face dorsale.

I. Identification de l'objet 794

Titre/sujet : Psoriasis rupoïde.- Deux moulages : 1^e Côté gauche du thorax, 2^e poignet et main fermée, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation :

N° inv. : 794

Localisation : vitrine 49

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 28,7 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence d'une coulure de cire.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab® et d'un coton imbibé d'eau
- Retrait e la coulure de cire à l'aide d'un scalpel.
- Complements au niveau de la zone de coulure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

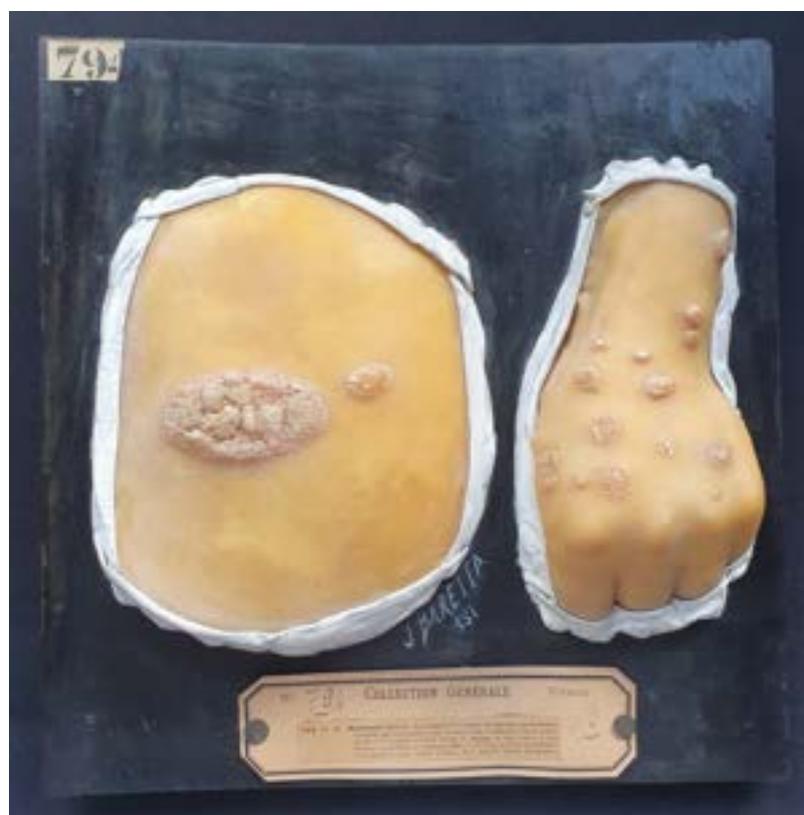

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 801

Gommes syphilitiques des mains. Homme âgé de 35 ans, tailleur. – 1^e Main gauche, face dorsale ; 2^e pouce et index droits (deux moulages).

I. Identification de l'objet 801

Titre/sujet : Gommes syphilitiques des mains. Homme âgé de 35 ans, tailleur. – 1^e main gauche, face dorsale ; 2^e pouce et index droits (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1881

N° inv. : 801

Localisation : vitrine 72

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 27,5 ; L : 23,7 ; Pr : 34,3

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers.

Structure

Moulage 1 (main gauche face dorsale) : Présence de fissures peu profondes. Fissures au départ du pouce et sur son ongle, fissure au départ de l'index.

Moulage 2 (Pouce et index droits) : Présence d'une fissure assez profonde sous la lésion au niveau du pouce, cassure au centre de l'index, deux fissures au départ de la main.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide, retouche
- Comblement des fissures pour stabilisation et aspect esthétique

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 806

Syphilide papuleuse miliaire du tronc. Homme âgé de 18 ans-Partie droite du thorax.

I. Identification de l'objet 806

Titre/sujet : Syphilide papuleuse miliaire du tronc. Homme âgé de 18 ans-Partie droite du thorax.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1882

N° inv. : 806

Localisation : vitrine 65

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 23,7 ; Pr : 9,3

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet, présence de projections jaunes (cire ?).

Empoussièremement du revers.

Structure

Présence d'une fissure assez profonde sur la partie inférieure dextre, fissure superficielle en partie basse de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 808

Syphilide gommeuse du périnée- Régions vulvaire et périnéale

I. Identification de l'objet 808

Titre/sujet : Syphilide gommeuse du périnée. Femme âgée de 26 ans. - Régions vulvaire et périnéale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : Fin XIXème siècle

N° inv. : 808

Localisation : vitrine 69

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25,1 ; L : 24,3 ; Pr : 9,3

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire, plus prononcés sur le dessus de l'objet.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers.

Structure

Présence d'une fissure profonde sur la partie supérieure dextre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 829

Syphilide pustulo-crustacée serpigineuse- Région antéro-supérieure du thorax

I. Identification de l'objet 829

Titre/sujet : Syphilide pustulo-crustacée serpigineuse- Région antéro-supérieure du thorax

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1882

N° inv. : 829

Localisation : vitrine 67

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément léger de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers.

Structure

Présence de 3 fissures : une au niveau de l'aisselle droite, une au niveau de l'aisselle gauche, et une sur le thorax.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage léger à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 843

Lichen plan – Avant-bras et main gauche, face

I. Identification de l'objet 843

Titre/sujet : Lichen plan – Avant-bras et main gauche, face

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1882

N° inv. : 843

Localisation : vitrine 25

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 35,2 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément léger de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une ancienne cassure importante, restaurée en 2002 par Didier Besnainou. Les fragments ont été recollés et la zone de manque, comblée. On observe de légers ressauts par endroits. Le comblement a été réalisé en retrait.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage léger à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage de textile
- Reprise de l'ancien comblement pour le mettre à niveau

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

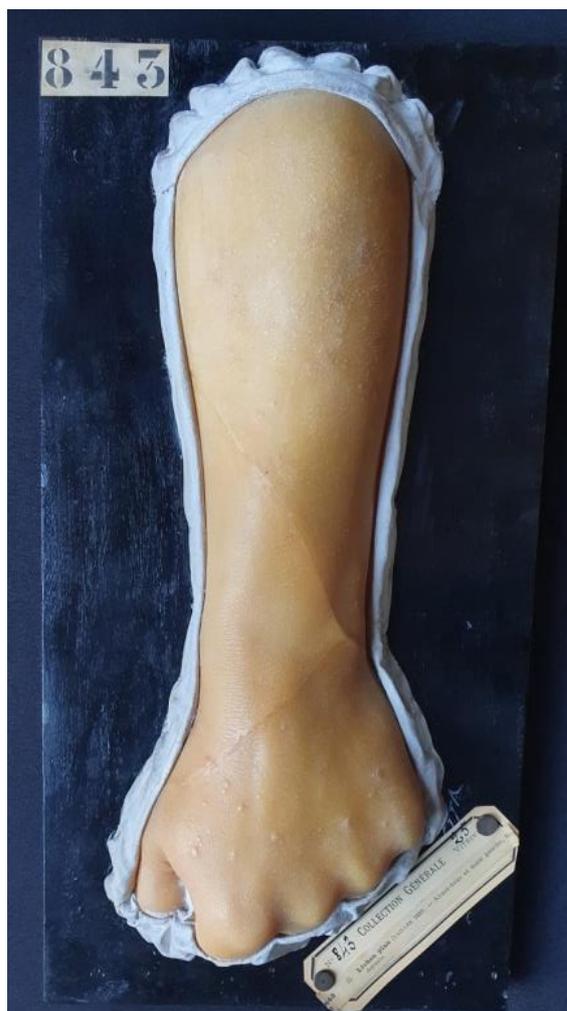

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 845

Naevus verruqueux -Région fessière et cuisses.

I. Identification de l'objet 845

Titre/sujet : Naevus verruqueux systématisé, ichtyosiforme. Garçon âgé de 5 ans – Région fessière et cuisses.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1882

N° inv. : 845

Localisation : vitrine 39

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 45,3 ; L : 27,9 ; Pr : 11,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure ouverte importante sous la fesse droite.

On observe une légère déformation de la cire avec l'apparition d'un ressaut, dans la zone de fissure.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Complements au niveau de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 869

Cheirodactylite syphilitique tertiaire, et retraction de l'aponévrose palmaire. – Main droite, face palmaire.

I. Identification de l'objet 869

Titre/sujet : Cheirodactylite syphilitique tertiaire, et retraction de l'aponévrose palmaire. – Main droite, face palmaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 869

Localisation : vitrine 68

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 27, 5 ; L : 19,5 ; Pr : 7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement de la cire, plus prononcés sur le dessus de l'objet.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Fonte de la cire avec déformation au niveau du départ du pouce.

Présence de craquelures de fissurations sur l'ensemble, en particulier sur les doigts.

Cassure à la base de l'auriculaire.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Complements au niveau des craquelures, des fissures et dans la zone de cassure de l'auriculaire pour consolidation et aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 906

Syphilide gommeuse en nappe de la jambe. – Jambe et pied droit, face interne.

I. Identification de l'objet 906

Titre/sujet : Syphilide gommeuse en nappe de la jambe. Homme âgé de 35 ans. – Jambe et pied droit, face interne.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 906

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 55,5 ; L : 23 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire, présence d'une tache noire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures relativement ouvertes : sur le dessus du pied, au milieu du mollet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Complements au niveau des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 919

Erythrasma– 1^{er} : Région axillaire gauche ; 2^e : fesse gauche (deux moulages)

I. Identification de l'objet 919

Titre/sujet : Erythrasma – 1^{er} : Région axillaire gauche ; 2^e : fesse gauche (deux moulages)

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 919

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 32 ; L : 43 ; Pr : 11,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure ouverte importante sur le premier moulage, au niveau de l'aisselle.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Complements au niveau de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 925

Scrofulo-tuberculose cutanée – 1^e Cuisse droite, face antéro-interne ;
2^e côté gauche du cou (2 moulages)

I. Identification de l'objet 925

Titre/sujet : Scrofulo-tuberculose cutanée. Homme âgé de 23 ans. Le moulage de gauche représente un lupus tuberculo-croûteux ; le moulage de droite représente des gommages scrofulo-tuberculeuses ramolies et dont la plupart sont ouvertes. 1^e Cuisse droite, face antéro-interne ; 2^e côté gauche du cou (deux moulages)

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 925

Localisation : vitrine 30

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 34 ; L : 50 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fente au niveau de l'aîne, sur le 1^e moulage.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommages
- Comblement de la fente.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 928

Syphilide tuberculo-squameuse circinée

I. Identification de l'objet 928

Titre/sujet : Syphilide tuberculo-squameuse circinée, avec productions cornées de la paume de la main gauche. Homme âgé de 41 ans. – 1^e Main droite, face palmaire ; 2^e main gauche, face palmaire (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 928

Localisation : vitrine 72

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 27,5 ; L : 35,2 ; Pr : 6,9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de craquelures sur les extrémités des doigts. Fissurations à la base des doigts sur le moulage n°1 (main droite).

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement des fissurations

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 929

Plaques syphilitiques végétantes de la face et de la langue.– Face et langue.

I. Identification de l'objet 929

Titre/sujet : Plaques syphilitiques végétantes de la face et de la langue. Homme âgé de 53 ans. – Face et langue.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : fin XIXème

N° inv. : 929

Localisation : vitrine 59

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 19,8 ; Pr : 12

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremet et encrassement importants de la cire, plus marqués au centre de l'objet.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremet du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de nombreuses fissures et fentes avec déformation sur les bordures. Elles sont localisées sur le front, le nez, au-dessus de la lèvre et sur la langue.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures/fentes pour consolidation et aspect esthétique

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 944

Chancre syphilitique double du prépuce. – Verge.

I. Identification de l'objet 944

Titre/sujet : Chancre syphilitique double du prépuce. Homme âgé de 19 ans. – Verge.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 944

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 20 ; L : 16 ; Pr : 4,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Manque de matière important sur la partie supérieure de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement du manque pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 963

Lupus tuberculeux en groupe du centre de la face-Face

I. Identification de l'objet 963

Titre/sujet : Lupus tuberculeux en groupe du centre de la face - Face

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1884

N° inv. : 963

Localisation : vitrine 32

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 26,1 ; L : 19,8 ; Pr : 9 ;8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de nombreuses fissures ouvertes, notamment sur le front et la joue senestre.

Anciennes cassures dans la partie inférieure du visage, particulièrement visibles sur la joue senestre.

Ancienne intervention

La partie cassée de la joue senestre a été recollée à chaud.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Reprise des anciennes restaurations
- Nouveaux complements.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1027

Hernie du gland à travers une perforation du fourreau par balano-posthite gangreneuse. – Région génitale et génito-crurales

I. Identification de l'objet 1027

Titre/sujet : Hernie du gland à travers une perforation du fourreau par balano-posthite gangreneuse. Homme âgé de 21 ans. -Région génitale et génito-crurales.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1885

N° inv. : 1027

Localisation : vitrine 74

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et carton.

Dimensions (cm) : H : 23,5 ; L : 30,4 ; Pr : 8,7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Plusieurs fissures sont visibles : au niveau de l'aine côté droit, autour des testicules, sur la verge.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1084

Plaques syphilitiques du front et du bord libre des paupières – Partie supérieure de la face

I. Identification de l'objet 1084

Titre/sujet : Plaques syphilitiques du front et du bord libre des paupières. Femme âgée de 21 ans, couturière. - Partie supérieure de la face.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : fin XIXème

N° inv. : 1084

Localisation : vitrine 59

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 19,7 ; Pr : 7,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure profonde au niveau du nez, et d'une fissure plus superficielle sur le front.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1109

Gomme syphilitique du gland, à évolution phagédénique, récidive. -Régions génitale et génito-crurales.

I. Identification de l'objet 1109

Titre/sujet : Gomme syphilitique du gland, à évolution phagédénique, récidive. Homme âgé de 27 ans, déménageur. - Régions génitale et génito-crurales.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1885

N° inv. : 1109

Localisation : vitrine 68

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 30,3 ; L : 23,2 ; Pr : 11,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure


Présence d'une fente au niveau de l'aine, côté dextre.

Déformation importante avec soulèvement du gland.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide d'un coton imbibé d'eau
- Remise en forme du gland
- Complements de la fissure et sur le pourtour du gland.

IV. Photographies avant et après restauration

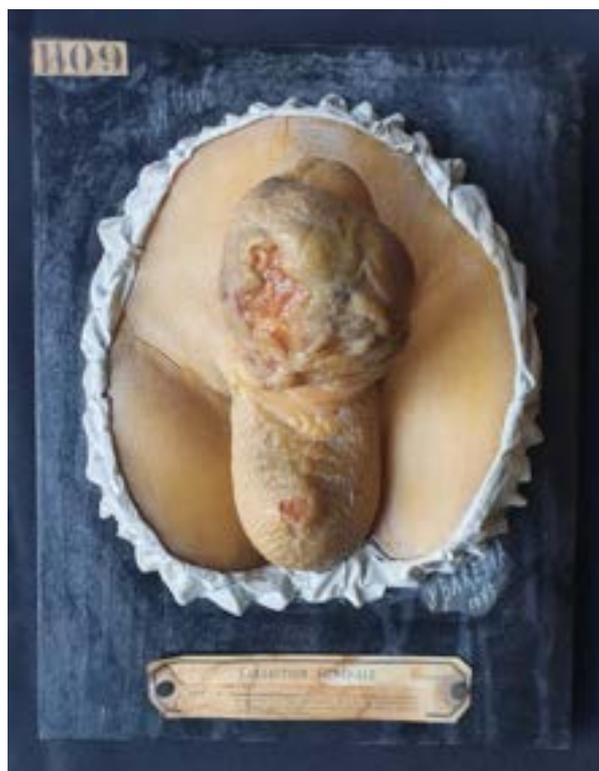

Vue avant restauration

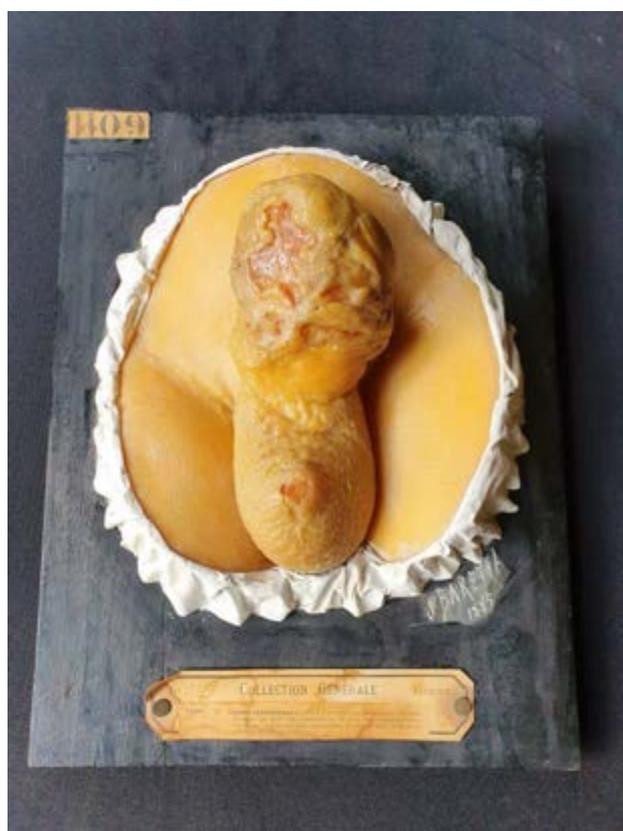

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1190

Pityriasis rubra pilaire- Hanche gauche, avant-bras et main gauche fermée (deux moulages)

I. Identification de l'objet 1190

Titre/sujet : Pityriasis rubra pilaire. Homme âgé de 67 ans, cantonnier. – 1° Hanche gauche ; 2° avant-bras et main gauche fermée (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1886

N° inv. : 1190

Localisation : vitrine 46

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, étiquettes en papier et en carton, fixation sur une plaque en bois, crochet métallique

Dimensions (cm) : H : 45 ; L : 34,4 ; Pr : 11

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire, plus importants sur la partie supérieure de l'objet, surtout sur le moulage de la hanche

Encrassement du textile, plus prononcé sur le dessus.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure au niveau du poignet, sur le moulage du bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage de la cire à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1273

Chancre syphilitique de la paupière inférieure gauche. -Partie supérieure de la face côté gauche.

I. Identification de l'objet 1273

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la paupière inférieure gauche. Femme âgée de 26 ans. -Partie supérieure de la face côté gauche.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1887

N° inv. : 1273

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 18,5 ; L : 12,7 ; Pr : 4,6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure traversante allant du départ du nez, sur l'œil et sur la tempe.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement de la fissure
- Léger nettoyage du textile à l'aide de gommages, puis retouche au pastel.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

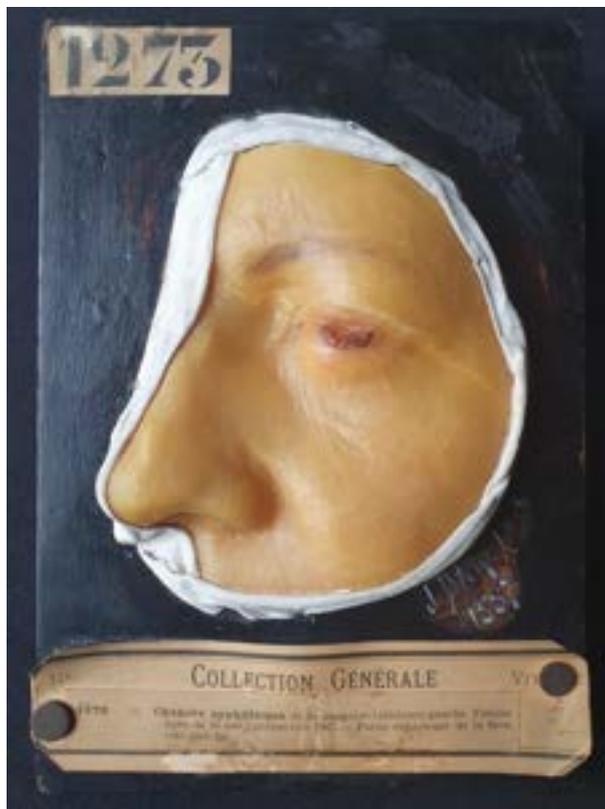

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1311

Lèpre tuberculeuse typique – Oreille droite, face (deux moulages)

I. Identification de l'objet 1311

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse typique. Homme âgé de 27ans. Lèpre de la Guadeloupe. – 1^e Oreille droite ; 2^e face (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1888

N° inv. : 1311

Localisation : vitrine 23

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 30,6 ; L : 24,2 ; Pr : 11,4

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures : 2 sur le front, 1 entre les deux yeux, sur le nez, sur le côté dextre de la bouche. Une fissure traversante est visible sur l'oreille.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1324

Arthropathies chez une femme âgée de 50 ans, atteinte de psoriasis– 1^e Poignet et main droite, face dorsale ; 2^e poignet et main gauche, face dorsale (deux moulages).

I. Identification de l'objet 1324

Titre/sujet : Arthropathies chez une femme âgée de 50 ans, atteinte de psoriasis– 1^e Poignet et main droite, face dorsale ; 2^e poignet et main gauche, face dorsale (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1888

N° inv. : 1324

Localisation : vitrine 50

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 44 ; L : 24,7 ; Pr : 10

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement importants de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures sur l'annulaire de la main gauche, et sur l'annulaire de la main droite.

Nombreuses craquelures sur le poignet de la main gauche.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Retouche sur les comblements et sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1356

Psoriasis des mains ; lésions périunguérales et sillons transversaux des ongles.– 1^e Main droit, face palmaire ; 2^e main gauche, face dorsale (deux moulages).

I. Identification de l'objet 1356

Titre/sujet : Psoriasis des mains ; lésions périunguérales et sillons transversaux des ongles. Homme âgé de 48 ans. – 1^e Main droit, face palmaire ; 2^e main gauche, face dorsale (deux moulages).

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1888

N° inv. : 1356

Localisation : vitrine 50

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 26 ; L : 36 ; Pr : 7,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremet et encrassement importants de la cire. Lésions blanches à l'origine, apparaissent grises.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièremet du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure à la base des doigts de la main droite.

Présence de craquelures dans la cire au niveau de l'éminence thénar, et sur la base du pouce de la main gauche.

III. Traitement effectué

- Dépoussièrage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Retouche sur les comblements et sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1416

Syphilide psoriasiforme et eczématiforme de la paume de la main.- Poignet et main gauche, face palmaire.

I. Identification de l'objet 1416

Titre/sujet : Syphilide psoriasiforme et eczématiforme de la paume de la main. Femme âgée de 42 ans, sans profession – Poignet et main gauche, face palmaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1888

N° inv. : 1416

Localisation : vitrine 67

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 42 ; L : 15,5 ; Pr : 6,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une cassure à la base de la main.

Présence de craquelures dans la cire sur les doigts.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Collage et comblements au niveau de la cassure et des craquelures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1452

Lichen circonscrit ; névrodermite circonscrite de Brocq. Homme âgé de 33 ans, cordonnier – 1^e Flanc gauche ; 2^e creux poplité (deux moulages)

I. Identification de l'objet 1452

Titre/sujet : Lichen circonscrit ; névrodermite circonscrite de Brocq. Homme âgé de 33 ans, cordonnier – 1^e Flanc gauche ; 2^e creux poplité (deux moulages)

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1889

N° inv. : 1452

Localisation : vitrine 28

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 44 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement importants de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissurations peu profondes en partie supérieure du moulage du flanc gauche.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement de la fissuration pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1535

Chancre syphilitique du prépuce, sans adénopathie. - Homme âgé de 30 ans, employé – Verge

I. Identification de l'objet 1535

Titre/sujet : Chancre syphilitique du prépuce, sans adénopathie. - Homme âgé de 30 ans, employé – Verge

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1890

N° inv. : 1535

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 12 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures/craquelures à l'extrémité du gland.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau des fissures/craquelures
- Nettoyage du textile à l'aide d'un coton imbibé.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1547

Chancre syphilitique double de la verge- Verge

I. Identification de l'objet 1547

Titre/sujet : Chancre syphilitique double de la verge- Homme âgé de 61 ans, serrurier – Verge

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1890

N° inv. : 1547

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 18,1 ; L : 11,9 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremment du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure sur le dessus de la verge.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau de la fissure
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1555

Parapsoriasis en gouttes-Cuisse face postérieure

I. Identification de l'objet 1555

Titre/sujet : Parapsoriasis - Homme âgé de 29 ans, ouvrier en papiers peints – Cuisse, face postérieure

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1890

N° inv. : 1555

Localisation : vitrine 52

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 40,3 ; L : 20,5 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de quatre fissures en partie centrale de la cuisse.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Complements au niveau des fissures et des craquelures
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme, et retouche avec des pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1570

Syphilides papuleuses, confluentes, de l'aréole des deux seins. Variété rare. – Région thoracique antérieure.

I. Identification de l'objet 1570

Titre/sujet : Syphilides papuleuses, confluentes, de l'aréole des deux seins. Variété rare. Femme âgée de 26 ans, domestique. – Région thoracique antérieure.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1891

N° inv. : 1570

Localisation : vitrine 64

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 20,5 ; L : 40 ; Pr : 9,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure présente sous le sein gauche.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1580

Syphilide papulo-squameuse psoriasiforme. – Bras et avant-bras gauche, face postéro-interne.

I. Identification de l'objet 1580

Titre/sujet : Syphilide papulo-squameuse psoriasiforme. – Bras et avant-bras gauche, face postéro-interne.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1891

N° inv. : 1580

Localisation : vitrine 60

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 60 ; L : 17,7 ; Pr : 8,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure importante sur l'avant-bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1581

Chancres syphilitiques (cinq chancres) du fourreau, avec bourrelet périphérique. – Verge et Scrotum.

I. Identification de l'objet 1581

Titre/sujet : Chancres syphilitiques (cinq chancres) du fourreau, avec bourrelet périphérique. Homme âgé de 45 ans, cordonnier. – Verge et Scrotum.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1891

N° inv. : 1581

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14,6 ; Pr : 7 ; 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure dans la cire le long de la verge. Craquelures au départ de la verge.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau de la fissure et craquelures
- Nettoyage à l'aide de gomme et retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

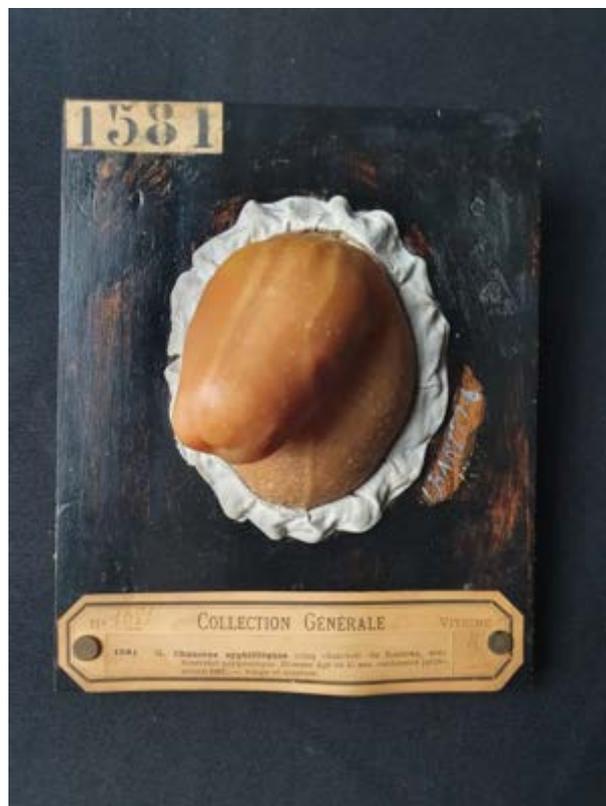

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1583

Chancre syphilitique du pouce droit, datant d'un mois. - Main droite fermée, pouce en extension.

I. Identification de l'objet 1583

Titre/sujet : Chancre syphilitique du pouce droit, datant d'un mois. - Main droite fermée, pouce en extension.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1891

N° inv. : 1583

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et papier.

Dimensions (cm) : H : 24,1 ; L : 17,3 ; Pr : 10,6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Craquelures avec déformations de la cire le long du pouce.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Retouche sur les comblements et sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1612

Syphilome tuberculo-ulcéreux en nappe de la face.– Centre de la face.

I. Identification de l'objet 1612

Titre/sujet : Syphilome tuberculo-ulcéreux en nappe de la face. Homme âgé de 55 ans, laitier. – Centre de la face.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1891

N° inv. : 1612

Localisation : vitrine 72

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et papier.

Dimensions (cm) : H : 21,3 ; L : 20,2 ; Pr : 6,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure au niveau du front, et au départ du nez. Présence de plusieurs fissurations, peu profondes sur le nez, principalement sur le côté dextre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Dépoussiérage et nettoyage du textile
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1622

Chancre syphilitique de la grande lèvre gauche. Chancre syphilitique de la grande lèvre droite en voie de transformation en plaque muqueuse. Femme âgée de 28 ans, couturière. – Région vulvaire.

I. Identification de l'objet 1622

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la grande lèvre gauche. Chancre syphilitique de la grande lèvre droite en voie de transformation en plaque muqueuse. Femme âgée de 28 ans, couturière. – Région vulvaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1883

N° inv. : 1622

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et papier.

Dimensions (cm) : H : 20 ; L : 19,5 ; Pr : 6,6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Manque au centre de l'objet, présence de fissurations.

Ancienne restauration

D'anciennes fissures ont été rebouchées.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Reprise des anciennes restaurations
- Comblement au niveau des anciennes fissures et au centre de l'objet, avec l'aide de renfort.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1684

Psoriasis exfoliatif de la main et de l'avant-bras - Avant-bras et main gauche, face dorsale.

I. Identification de l'objet 1684

Titre/sujet : Psoriasis exfoliatif de la main et de l'avant-bras ; localisations péri-unguéales. Homme âgé de 39 ans, comptable - Avant-bras et main gauche, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1892

N° inv. : 1684

Localisation : vitrine 48

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 38,4 ; L : 17,7 ; Pr : 7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement léger du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure sur le côté dextre, au niveau du poignet.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement de la fissure pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

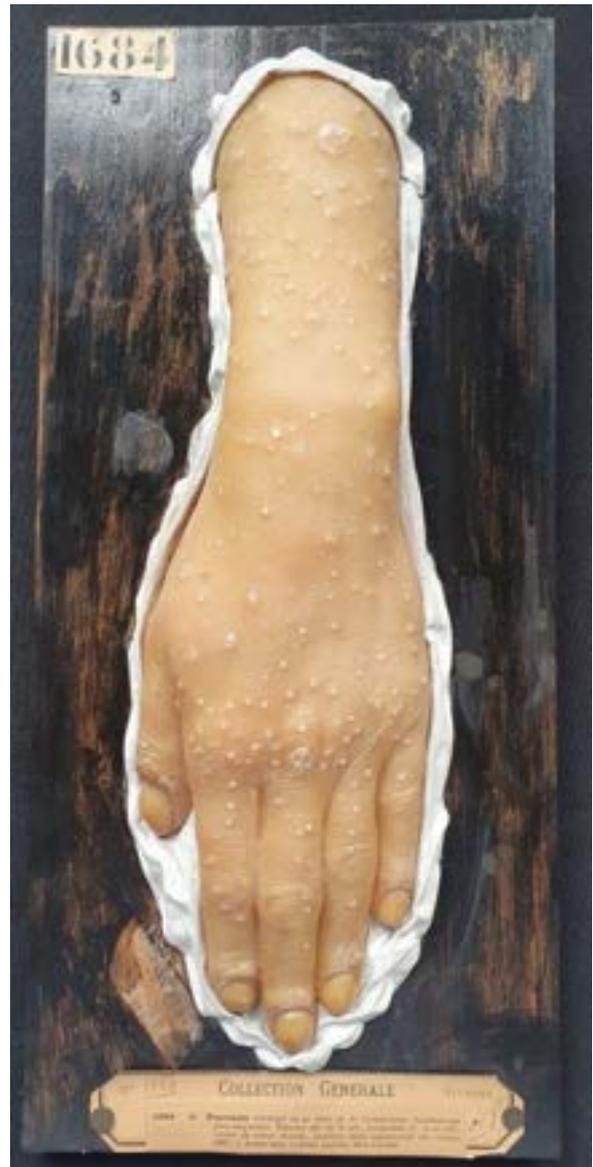

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1722

Syphilomes hyperkératosiques et végétants. – Pied droit, face plantaire.

I. Identification de l'objet 1722

Titre/sujet : Syphilomes hyperkératosiques et végétants. – Pied droit, face plantaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1893

N° inv. : 1722

Localisation : vitrine 60

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 21,5 ; Pr : 11,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement importants de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.

Structure

Plusieurs fissures sont visibles à l'avant du pied.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1723

Syphilomes hyperkératosiques et végétants. Lésions développées à la plante des pieds.– Pied gauche, face plantaire.

I. Identification de l'objet 1723

Titre/sujet : Syphilomes hyperkératosiques et végétants. Lésions développées à la plante des pieds. Homme âgé de 33 ans, garçon d'hôtel – Pied gauche, face plantaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1893

N° inv. : 1723

Localisation : vitrine 60

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 34,9 ; L : 21,5 ; Pr : 14,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Cassure de l'avant du pied. Élément maintenu par l'avant. Fissure visible sur l'avant du pied.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Collage du pied à l'aide de colle vinylique Jade R®
- Comblement des fissures et zone de cassure, pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1726

Gomme syphilitique ulcérée du sein. – Région mammaire et bras droit.

I. Identification de l'objet 1726

Titre/sujet : Gomme syphilitique ulcérée du sein. – Région mammaire et bras droit.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1893

N° inv. : 1726

Localisation : vitrine 68

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30; L : 28 ; Pr : 10

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.


Structure

Fissure visible au niveau du départ du bras. Microfissurations et craquelures visibles sur le bras.

III. Traitement

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure et des craquelures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration

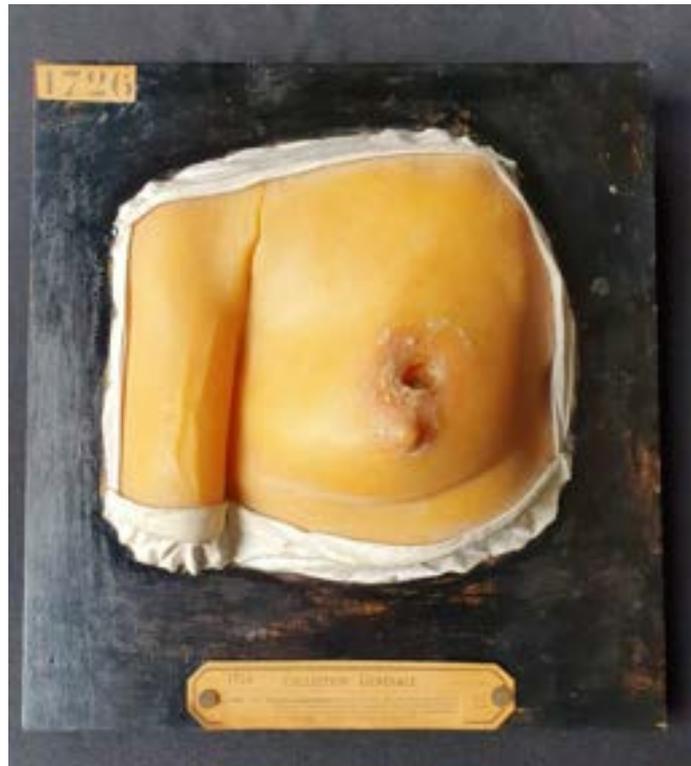

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 1752

Déformation du nez, consécutive à des syphilides ulcéreuses intéressant la charpente de l'organe. -
Centre de la face.

I. Identification de l'objet 1752

Titre/sujet : Déformation du nez, consécutive à des syphilides ulcéreuses intéressant la charpente de l'organe. Homme âgé de 22 ans, homme de peine. - Centre de la face.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1893

N° inv. : 1752

Localisation : vitrine 69

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 21 ; L : 16,8 ; Pr : 7,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une cassure sur la joue droite. Présence de fissure au coin de l'œil gauche. Fissurations sur le nez. Fissurations au-dessus de la lèvre, à senestre.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement au niveau des cassures et fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

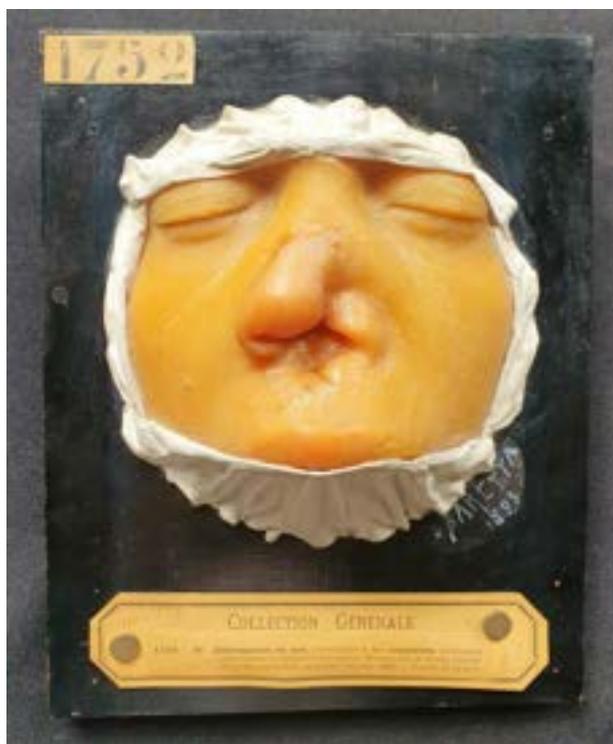

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2042

Chancre syphilitique de l'annulaire de la main droite. – Trois premiers doigts de la main droite, face palmaire.

I. Identification de l'objet 2042

Titre/sujet : Chancre syphilitique de l'annulaire de la main droite. Le malade, âgé de 25 ans, employé, présentait des adénopathies épithrochiéenne et axillaire. Début de syphilis érythématopapuleuse. – Trois premiers doigts de la main droite, face palmaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1899

N° inv. : 2042

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 17 ; L : 14,6 ; Pr : 6,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus des objets.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures sur l'auriculaire, à la base et sur la dernière phalange.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement au niveau des fissures
- Retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2060

Syphilide tertiaire, forme hémorragique, de la jambe. – Jambe, face interne

I. Identification de l'objet 2060

Titre/sujet : Syphilide tertiaire, forme hémorragique, de la jambe. Homme âgé de 25 ans, garçon de café. – Jambe, face interne.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1899

N° inv. : 2060

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 40 ; L : 17,7 ; Pr : 7,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures au centre, en parties supérieure et inférieure.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement au niveau des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2069

Lupus érythémateux des mains.– main gauche face palmaire

I. Identification de l'objet 2069

Titre/sujet : Lupus érythémateux des mains. Homme âgé de 22 ans, brossier – main gauche, face palmaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1899

N° inv. : 2069

Localisation : vitrine 34

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 16, 8 ; Pr : 6,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures au niveau de la base de l'auriculaire, de l'annulaire et du majeur.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2133

Syphilides ulcéreuses du pied (période secondaire). – Pied gauche, face plantaire.

I. Identification de l'objet 2133

Titre/sujet : Syphilides ulcéreuses du pied (période secondaire). Homme de 32 ans, terrassier. – Pied gauche, face plantaire.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1910

N° inv. : 2133

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H :34 ; L : 19 ,8 ; Pr : 7,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile. Usure de la peinture noire du socle en bois.


Structure

Présence de cassures au niveau de talon, avec manque de matière. Fissure visible sur l'avant du pied.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Consolidation et comblements au niveau des cassures et des fissures
- Retouche à l'aide de pastel.

IV. Photographies avant et après restauration

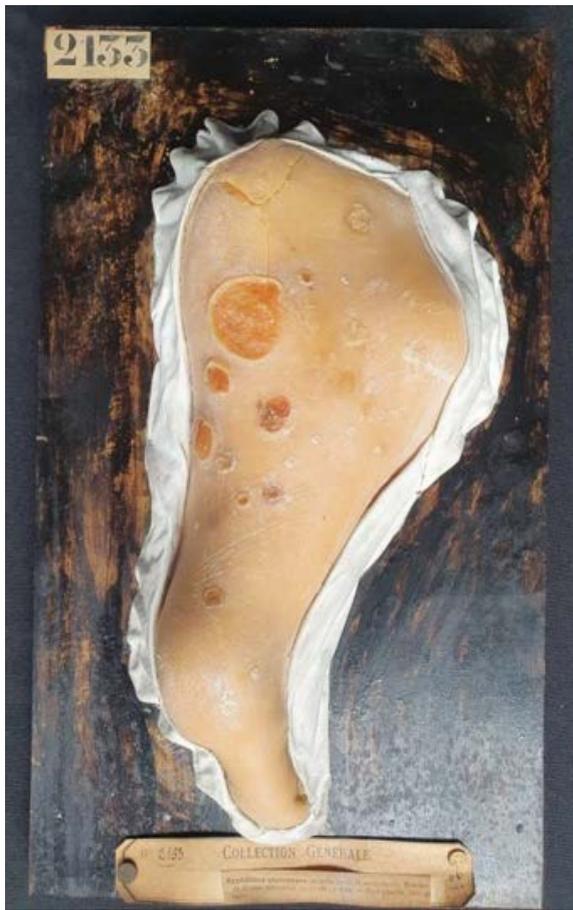

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2146

Chancre syphilitique – Lèvre inférieure et menton

I. Identification de l'objet 2146

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la lèvre inférieure. Homme âgé de 35 ans, garçon de café. – Lèvre inférieure et menton.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1901

N° inv. : 2146

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en bois.

Dimensions (cm) : H : 15,2 ; L : 13 ; Pr : 5,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Mauvais état général.

Présence de cassure, sans manque, dans la cire en partie dextre de l'objet.

Présence de fissure et de cire fondue (ancienne intervention ?) en partie senestre de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Collage des fragments de cire avec un Médium Lascaux®
- Comblement au niveau des fissures et des lignes de collage
- Nettoyage à l'aide de gommes et retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2150

Molluscum contagiosum – cuir chevelu

I. Identification de l'objet 2150

Titre/sujet : Molluscum contagiosum du cuir chevelu. Acné varioliforme. Homme âgé de 70 ans, concierge. – Cuir chevelu.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1901

N° inv. : 2150

Localisation : vitrine 35

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 24,9 ; L : 18,7 ; Pr : 7

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Cassure avec fissure, à l'arrière du crâne.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide d'un coton imbibé d'eau
- Comblement de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2283

Chancre syphilitique phagédénique-Mains droite, face dorsale.

I. Identification de l'objet 2283

Titre/sujet : Chancre syphilitique phagédénique du médius droit, datant de six mois, consécutif à un traumatisme. -Main droite, face dorsale.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1903

N° inv. : 2283

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 28 ; L : 19 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Partie de la main fondue, avec coulures de cire sur le côté droit. Déformation de la cire visible au-dessus coulures de cire.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes et de coton imbibé d'eau
- Retrait de la coulure de cire à l'aide d'un scalpel
- Retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

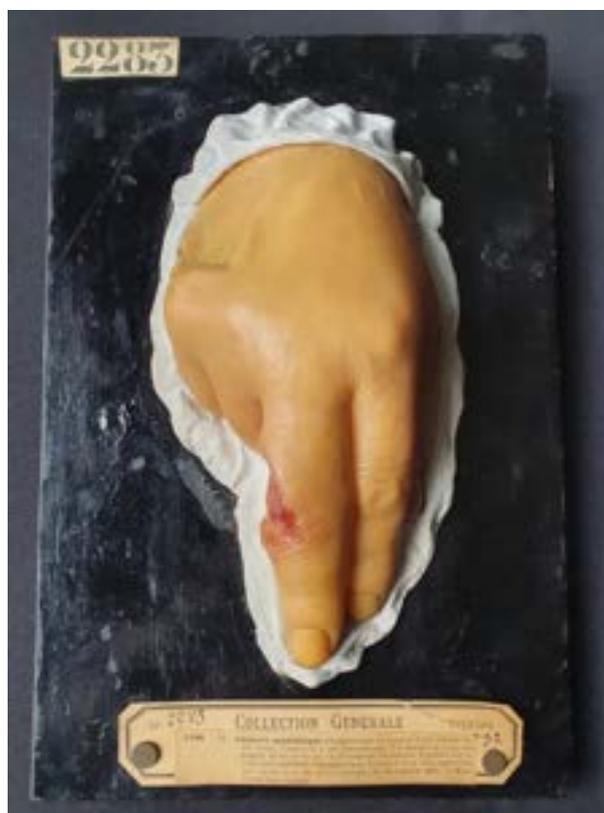

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2284

Syphilide papuleuse miliaire en corymbe. – Avant-bras et poignet droit, face antérieure.

I. Identification de l'objet 2284

Titre/sujet : Syphilide papuleuse miliaire en corymbe. – Avant-bras et poignet droit, face antérieure.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1903

N° inv. : 2284

Localisation : vitrine 61

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 17,5 ; Pr : 7,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Cassure de la cire, avec fissures et manques de matière, en partie supérieure de l'objet.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement du manque et des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2402

Syphilide papulo-croûteuse – Région latérale gauche du thorax et bras.

I. Identification de l'objet 2402

Titre/sujet : Syphilide papulo-croûteuse. Homme âgé de 32 ans, tonnelier. – Région latérale gauche du thorax et bras.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1904

N° inv. : 2402

Localisation : vitrine 61

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 22,8 ; Pr : 7,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile.

Empoussièremement important du revers de la planche à bois.

Structure

Fissure au niveau de l'aisselle, qui se poursuit le long du bras.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement de la fissure pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2473

Psoriasis en bretelles.- Dos.

I. Identification de l'objet 2473

Titre/sujet : Psoriasis en bretelles. Femme âgée de 44 ans, journaliste.- Dos.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1906

N° inv. : 2473

Localisation : vitrine 49

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 35,1 ; L : 34,5 ; Pr : 8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Présence d'une fissure en partie basse du moulage.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement de la fissure

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2539

Chancre syphilitique- Centre de la face

I. Identification de l'objet 2539

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la lèvre supérieure. Femme âgée de 43 ans. – Centre de la face.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1907

N° inv. : 2539

Localisation : vitrine 54

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 17 ; L : 13,8 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièremement important du revers de la planche à bois.

Structure

Cire fissurée et craquelée sur le dessus du nez, au-dessus de la lèvre, sur le doigt à senestre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Nettoyage à l'aide de gommes et retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2545

Syphilide papuleuse de la verge.– Verge

I. Identification de l'objet 2545

Titre/sujet : Syphilide papuleuse de la verge. Homme âgé de 19 ans. – Verge.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1907

N° inv. : 2545

Localisation : vitrine 58

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en bois.

Dimensions (cm) : H : 17,2 ; L : 13,9 ; Pr : 6,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Présence de nombreuses fentes et fissures sur une grande partie de l'objet, notamment au centre et en partie dextre.

Déformation de la cire au niveau de la fente centrale.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fentes et fissures pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2557

Sporotrichose tuberculoïde de la face. Homme âgé de 62 ans, journalier

I. Identification de l'objet 2557

Titre/sujet : Sporotrichose tuberculoïde de la face. Homme âgé de 62 ans, journalier - Face, côté droit.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1907

N° inv. : 2557

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 28 ; L : 20,9 ; Pr : 10

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement important du revers de la planche à bois.

Structure

Réseau de fissures important, partant de l'œil, allant sur la tempe et sur la joue. Fissure partant de l'oreille.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement des fissures.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

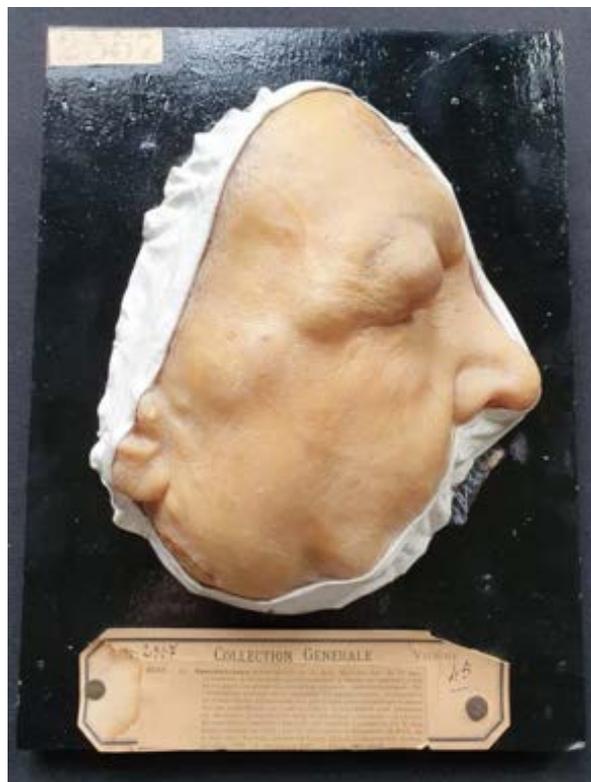

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2637

Sporotrichose épidermique- Région parotidienne droite

I. Identification de l'objet 2637

Titre/sujet : Sporotrichose épidermique. Pityriasis sporotrichosique de la région parotidienne au cours d'une sporotrichose gommeuse. Femme âgée de 55 ans-Région parotidienne droite

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1912

N° inv. : 2637

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément du revers de la planche en bois. Peinture noire usée.


Structure

Cassure de l'objet en partie centrale avec plusieurs fentes visibles. Les parois sont légèrement déformées.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Remise en forme des parois soulevées par apport de chaleur contrôlée
- Complements des fentes
- Nettoyage du textile à l'aide gommés.

IV. Photographies avant et après restauration

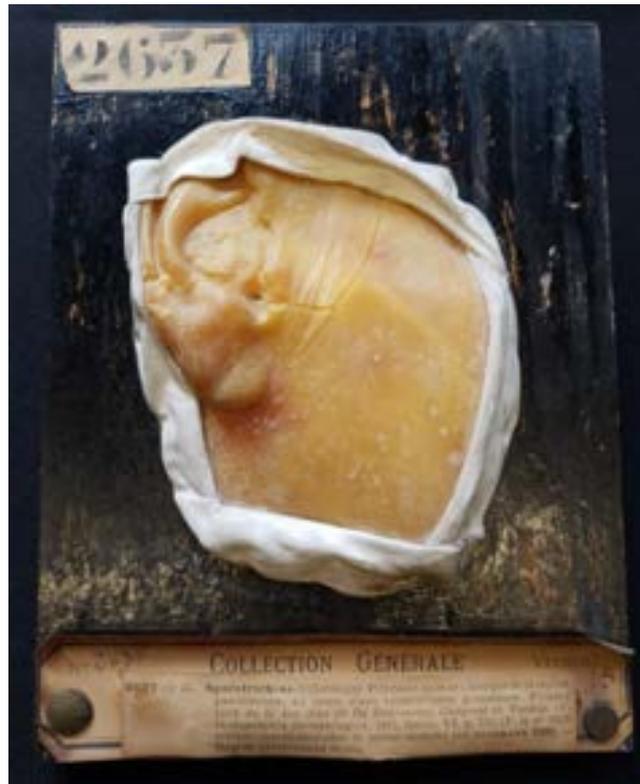

Vue avant restauration

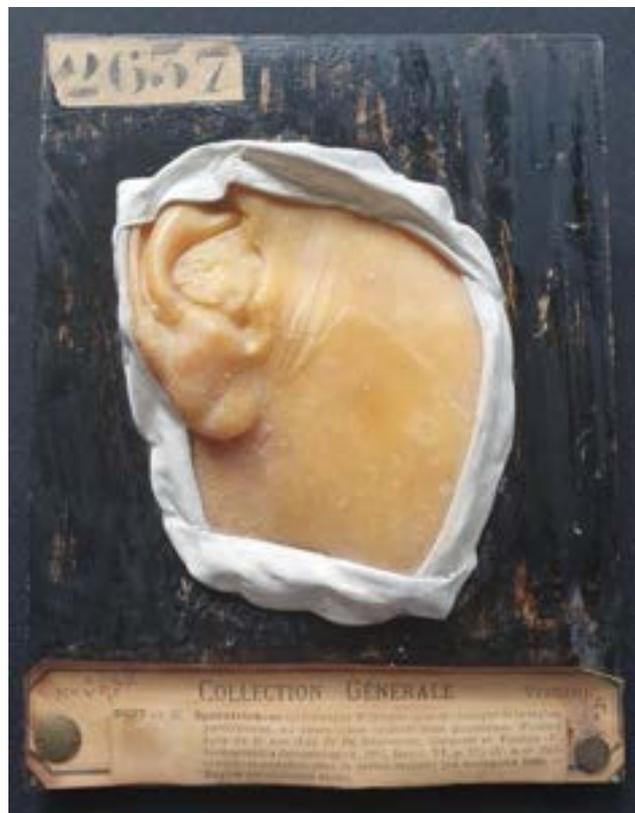

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2641

Sporotrichose-Partie supérieure de la face, côté droit

I. Identification de l'objet 2641

Titre/sujet : Sporotrichose verruqueuse de la face, simulant une tuberculeuse papillomateuse. Femme âgée de 66 ans-. Partie supérieure de la face, côté droit.

Auteur : Jules BARETTA

Datation : 1909

N° inv. : 2641

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 18 ; L : 14 ; Pr : 7,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche à bois.

Structure

Présence de nombreuses fissures au niveau du nez, joue, front.

Anciennes interventions

Ancien bouchage visible sur le front.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage de l'ensemble à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Reprise de l'ancien comblement avec ajout de cire de restauration sur l'ancien comblement
- Comblement des fissures
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2666

Atrophie cutanée tuberculeuse. Dermatite atrophohypertrophique-Bras face externe

I. Identification de l'objet 2666

Titre/sujet : Atrophie cutanée tuberculeuse. Dermatite atrophohypertrophique bacillaire. – Bras face externe.

Auteur : S CORDENOT

Datation : 1912

N° inv. : 2666

Localisation : vitrine 35

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 33 ; L : 15,9 ; Pr : 9,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire, plus prononcés sur le dessus de l'objet.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de nombreuses fissures, en particulier au centre et partie haute (fissures transversales)

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage des textiles à l'aide de gommes
- Comblements des fissures
- Retouche sur les comblements à l'aide d'acryliques.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2667

Sporotrichose-Flanc gauche

I. Identification de l'objet 2667

Titre/sujet : Sporotrichose. Sporotrichosides dermiques verruqueuses. -Flanc gauche.

Auteur : S CORDENOT

Datation : 1912

N° inv. : 2667

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,4 ; L : 19 ; Pr : 5,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement léger du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Cassure de deux fragments :

- Angle supérieur dextre du moulage
- Fragment côté senestre.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage de l'ensemble à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Collage des fragments cassés à l'aide de Jade R (colle PVA)
- Complements des zones de cassures
- Légère retouche du comblement aux pastels secs.
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

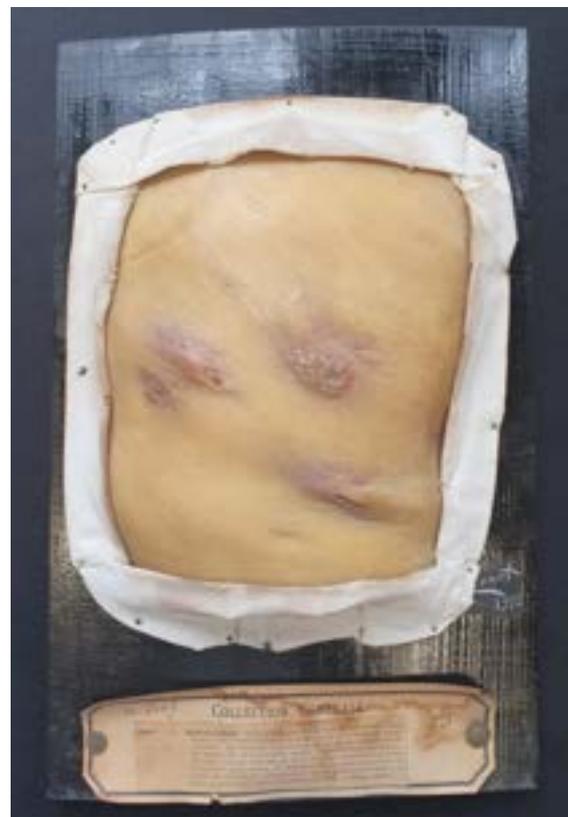

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2668

Sporotrichose-Partie supérieure de la face

I. Identification de l'objet 2668

Titre/sujet : Sporotrichose épidermique. Pityriasis sporotrichosique des paupières. -Partie supérieure de la face.

Auteur : S CORDENOT

Datation : 1912

N° inv. : 2668

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 19,3 ; L : 19 ; Pr : 9,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement léger du textile. Empoussièrément important du bois, au revers.

Structure

Nombreuses fissures profondes sur l'ensemble, en particulier sur le front, sur le haut du nez et sur les yeux.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage de l'ensemble à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblements des zones de fissures
- Légère retouche des comblements et du textile aux pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2671

Hyperkératose syphilitique plantaire unilatérale. – Pied droit

I. Identification de l'objet 2671

Titre/sujet : Hyperkératose syphilitique plantaire unilatérale. Syphilis datant de 14 ans. Réaction de Wasserman positive. Homme âgé de 58 ans- Pied droit.

Auteur : S CORDENOT

Datation : 1912

N° inv. : 2671

Localisation : vitrine 70

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 16,8 ; L : 33,7 ; Pr : 13,6

II. Constat d'état

Mauvais état général.

Surface

Empoussièremment et encrassement très importants de l'ensemble cire.

Crasse noire grasse sur la cire, sur l'étiquette et sur la planche en bois.

Encrassement du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de deux fissures sur le dessus du pied

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages, et d'éponge mélamine
- Consolidation et comblement des fissures
- Nettoyage de l'étiquette par gommage
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes et retouche avec des pastels.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2708

Tuberculose cutanée ulcéro-gommeuse de la jambe

I. Identification de l'objet 2708

Titre/sujet : Tuberculose cutanée ulcéro-gommeuse de la jambe. Jeune fille, âgée de 15 ans, ayant d'autres lésions tuberculeuses- Jambe gauche, face interne.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 12 janvier 1916

N° inv. : 2708

Localisation : vitrine 29

Matériaux et technique : moulage en cire, textile enduit, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton et en papier.

Dimensions (cm) : H : 38,8 ; L : 20,6 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure assez profonde sur la partie supérieure, partant de la lésion. Fissuration sur la partie droite, au centre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Comblement de la fissure pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2709

Sporotrichose- Avant-bras et main droite, face palmaire.

I. Identification de l'objet 2709

Titre/sujet : Sporotrichose nodulaire de la main et de l'avant-bras, à progression suivant les voies lymphatiques. Diagnostic confirmé par la culture. Homme âgé de 26 ans, cocher livreur. – Avant-bras et main droite, face palmaire.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 20/10/1915

N° inv. : 2709

Localisation : vitrine 45

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 20,7 ; Pr : 14

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement de la cire avec présence de coulures.

Empoussièremment et encrassement du textile.

Encrassement du bois avec présence de coulures et craquelures de la peinture, en partie haute de la planche.

Structure

Très mauvais état général :

- Cassure de deux fragments sur le côté gauche du bras
- Fente avec déformation tout le long du côté droit du bras

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Collage des fragments cassés à l'aide de Jade R (colle PVA)
- Remise en forme des parois soulevées par apport de chaleur contrôlée
- Complements
- Nettoyage de la planche en bois et retouche.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2741

Lèpre tuberculeuse, gigantisme et acromégalie. - Avant-bras et main droite, face dorsale.

I. Identification de l'objet 2741

Titre/sujet : Lèpre tuberculeuse, gigantisme et acromégalie. Homme âgé de 32 ans, forgeron, né au Brésil, de parents français. - Avant-bras et main droite, face dorsale.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 1912

N° inv. : 2741

Localisation : vitrine 23 bis

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 68,1 ; L : 24,5 ; Pr : 10,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Empoussièrément du revers de la plaque en bois.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Cassure et fissure au niveau du poignet, légère déformation de la cire dans la zone de cassure.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommages
- Consolidation et collage au niveau de la cassure et de la fissure
- Comblement et retouche.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2783

Corne du dos de la main- Avant-bras et main gauche, face dorsale.

I. Identification de l'objet 2783

Titre/sujet : Corne du dos de la main, développée sur un lupus tuberculeux ancien. Femme âgée de 48 ans - Avant-bras et main gauche, face dorsale.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 1918

N° inv. : 2783

Localisation : vitrine 32

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 50 ; L : 15 ; Pr : 9 ;8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence d'une fissure ouverte au milieu de l'avant-bras.

Ancienne cassure de la main et en particulier de l'index.

Ancienne intervention

Les parties cassées ont été recollées maladroitement, avec ressaut et débordement de colle.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Reprise des anciennes restaurations : démontage de l'ancien collage, retrait des traces de colles
- Collage des fragments
- Comblements dans la zone de collage et dans la fissure
- Retouche sur les comblements.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

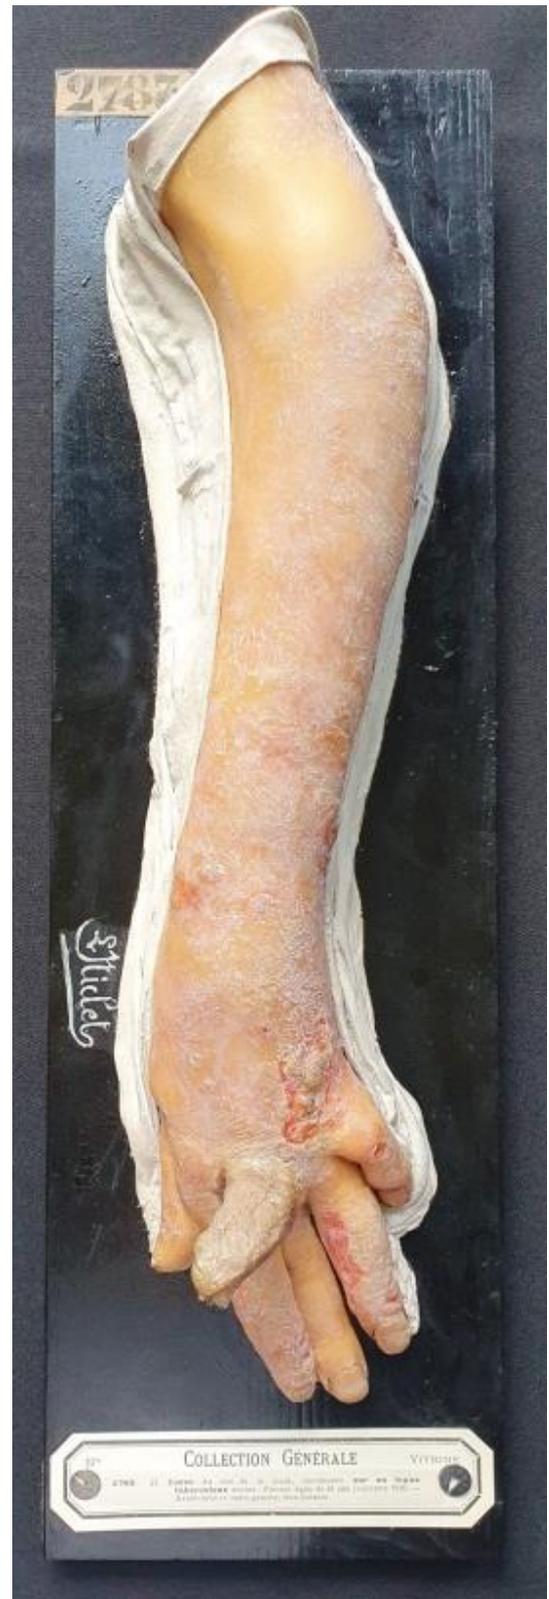

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2824

Plaques syphilitiques hypertrophiques ; syphilides papulo-squameuses secondaire du cuir chevelu.

I. Identification de l'objet 2824

Titre/sujet : Plaques syphilitiques hypertrophiques ; syphilides papulo-squameuses secondaire du cuir chevelu. Garçon âgé de 18 ans.- Cuir chevelu.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 1918

N° inv. : 2824

Localisation : vitrine 60

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 27 ; L : 22,3 ; Pr : 1

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire

Encrassement moyen du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure


Fissure visible à l'arrière du crâne.

Objet décollé de son support, en trois parties.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide d'un coton imbibé d'eau
- Collage du crâne en cire avec du Paraloid B 72®, collage du textile avec de la PVA
- Comblement de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration

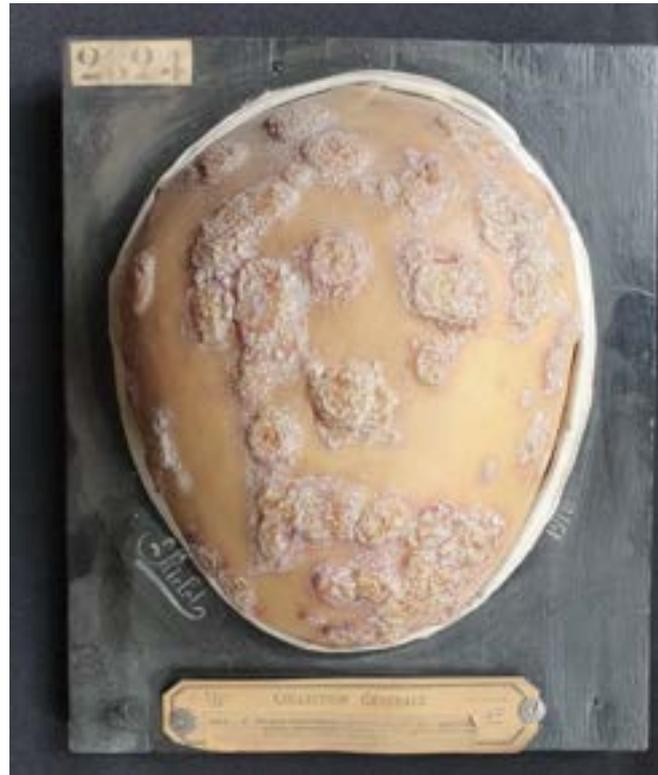

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2880

Chancre syphilitique géant de la région inguinale droit. Homme âgé de 38 ans. – Région inguinale droite.

I. Identification de l'objet 2880

Titre/sujet : Chancre syphilitique géant de la région inguinale droit. Homme âgé de 38 ans. – Région inguinale droite.

Auteur : Niclet

Datation : 1919

N° inv. : 2880

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 26,8 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement moyens de la cire

Encrassement généralisé du textile. Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Fissuration sur la partie dextre du moulage. Fissuration avec déformation de la partie inférieure (soulèvement de cire).

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gommes
- Remise en forme de la partie soulevée
- Comblements des fissures
- Retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2966

Plaques syphilitiques de la peau (plaques de Bazin). – Région thoracique antérieure.

I. Identification de l'objet 2966

Titre/sujet : Plaques syphilitiques de la peau (plaques de Bazin). Femme âgée de 22 ans. – Région thoracique antérieure.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 28.04.1920

N° inv. : 2966

Localisation : vitrine 58

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 34 ; L : 44,8 ; Pr : 14,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de deux fissures : au niveau de l'épaule droite, et sur le pli du sein droit.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 2996

Syphilide érosive de la lèvre inférieure. -Région bucco-mentonnaire (lèvre inférieure éversée).

I. Identification de l'objet 2996

Titre/sujet : Syphilide érosive de la lèvre inférieure. Femme âgée de 45 ans, employée de pharmacie. - Région bucco-mentonnaire (lèvre inférieure éversée).

Auteur : Louis NICLET

Datation : 28.7.1920

N° inv. : 2996

Localisation : vitrine 58

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 12,3 ; L : 14,5 ; Pr : 7,1

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement de la cire. Traces de colle brune sur la cire.

Encrassement du textile.

Structure

Présence de craquelures superficielles.

Doigt décollé de la surface, maintenu par le textile et une cale en papier enduite de colle brune. Ce montage ancien, ne semble pas être d'origine. Le doigt, déplacé de sa position d'origine, est stable.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages, retrait des traces de colles à l'aide d'une lame de scalpel.
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3069

Syphilide ectymatiforme de l'avant-bras— Avant-bras et main droite fermée, face dorsale.

I. Identification de l'objet 3069

Titre/sujet : Syphilide ectymatiforme de l'avant-bras, concomitante d'un syphilome ano-rectal. Femme âgée de 37 ans, confiturière. – Avant-bras et main droite fermée, face dorsale.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 3 octobre 1921

N° inv. : 3069

Localisation : vitrine 73

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35,1 ; L : 19,7 ; Pr : 9,5

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire

Encrassement généralisé du textile. Empoussièrément important du revers de la planche en bois.


Structure

Nombreuses fissures sur l'ensemble, en particulier au centre du bras.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblements des fissures et légères retouches au pastel sur les comblements.

IV. Photographies avant et après restauration

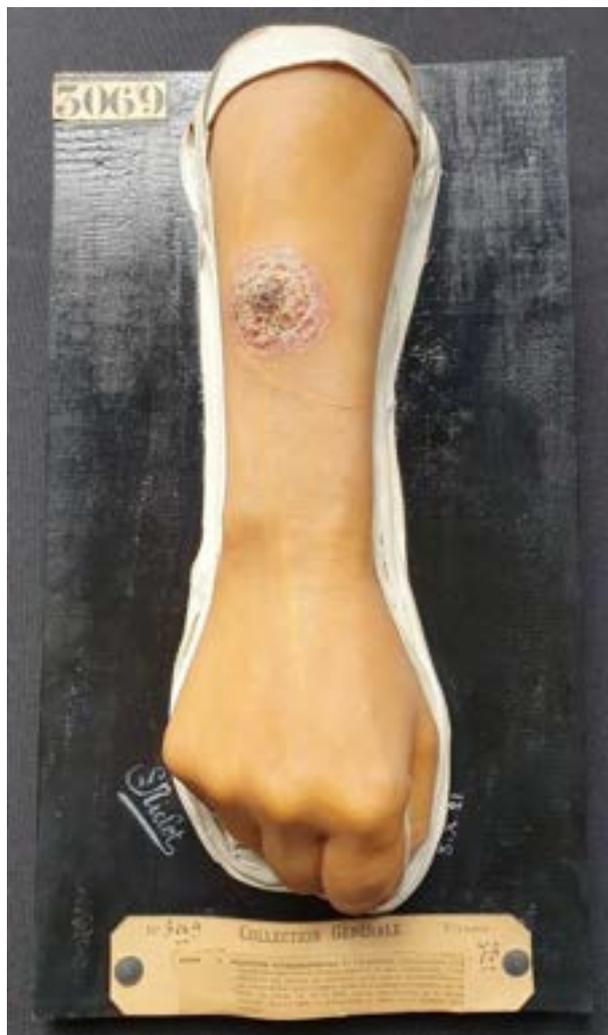

Vue avant restauration

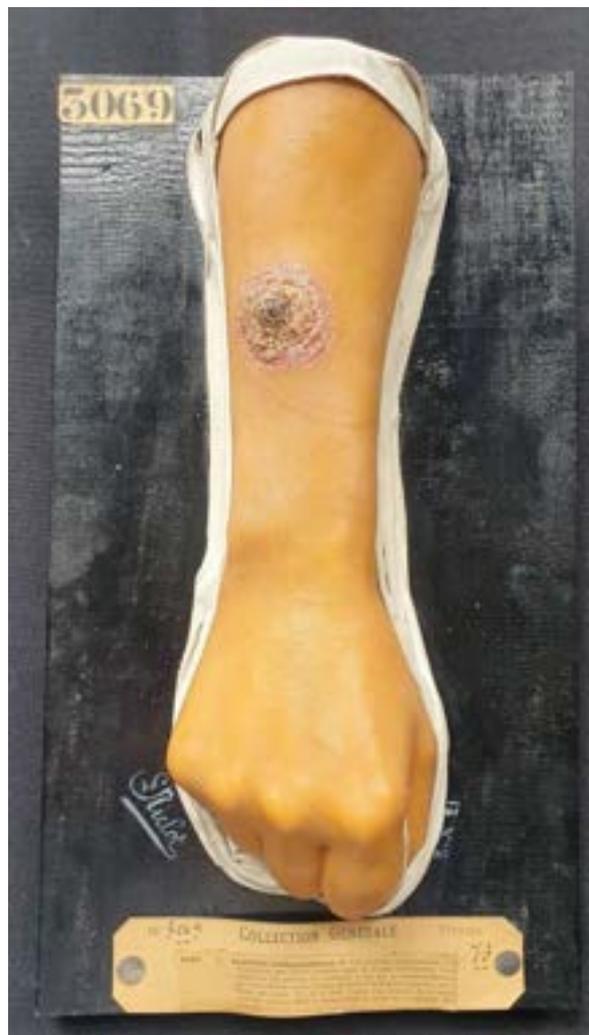

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3074

Syphilides ulcéro-croûteuse- 1^e Région du bras, 2^e cuisse, face interne (deux moulages).

I. Identification de l'objet 3074

Titre/sujet : Syphilides ulcéro-croûteuses tertiaire, du bras et de la cuisse. Femme âgée de 48 ans, marchande des quatre saisons (moulée le 12 novembre 1921)- 1^e Région du bras, 2^e cuisse, face interne (deux moulages).

Auteur : Niclet

Datation : 12 novembre 1921

N° inv. : 3074

Localisation : vitrine 73

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 45 ; L : 22,7 ; Pr : 9,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement généralisé du textile, plus maque sur le dessus du moulage supérieur.

Empoussièremement du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure importante sur le moulage n°1 (bras), avec déformation en dessous de la cassure. Fissurations en partie supérieure du moulage n°1.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement des fissures, légère remise en forme.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3137

Chancre syphilitique de la région claviculaire ; adénopathie cervicale.– Région claviculaire droite.

I. Identification de l'objet 3137

Titre/sujet : Chancre syphilitique de la région claviculaire ; adénopathie cervicale. Femme âgée de 22 ans, femme de chambre. – Région claviculaire droite.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 4 janvier 1923

N° inv. : 3137

Localisation : vitrine 53

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 17 ; Pr : 8,4

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement importants de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.


Structure

Fissurations importantes sur la partie dextre du moulage.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Consolidation et comblement des fissures
- Retouche de la cire et du textile à l'aide de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration

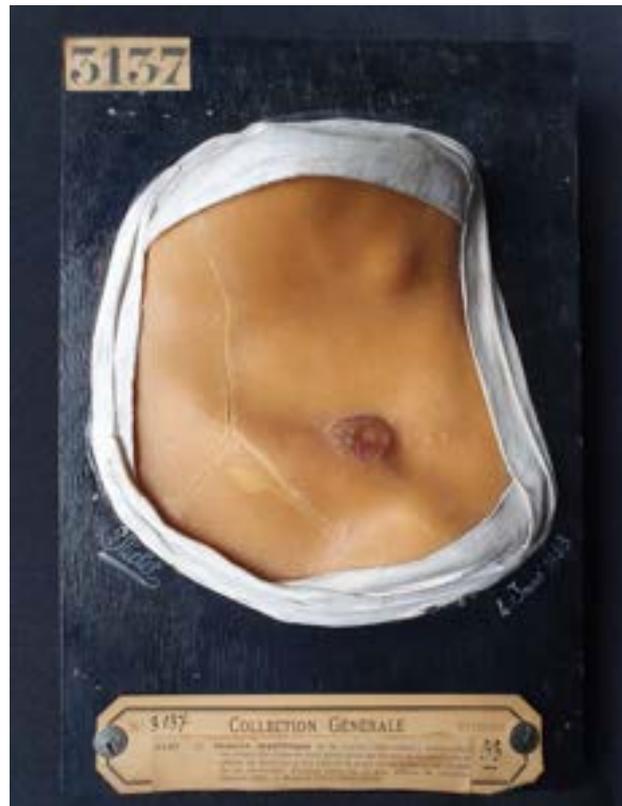

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3140

Parapsoriasis en gouttes. Jeune Homme âgé de 14 ans. - Cuisse droite, face interne.

I. Identification de l'objet 3140

Titre/sujet : Parapsoriasis en gouttes. Jeune Homme âgé de 14 ans. - Cuisse droite, face interne.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 10 septembre 1922

N° inv. : 3140

Localisation : vitrine 52

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 31,4 ; L : 19,8 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure visible sur le côté gauche de la cuisse.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Consolidation et comblement de la fissure
- Retouche de la cire et du textile à l'aide d'acryliques et de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3151

Psoriasis localisé de la région génitale chez un homme. Région génitale et génito-crurale.

I. Identification de l'objet 3151

Titre/sujet : Psoriasis localisé de la région génitale chez un homme. Région génitale et génito-crurale.

Auteur : Louis NICLET

Datation : Janvier 1923

N° inv. : 3151

Localisation : vitrine 50

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,4 ; L : 35,9 ; Pr : 12,4

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement importants de la cire

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure transversale présente sur le pubis, la verge et les testicules.

Ancienne intervention

De la cire fondue est visible au niveau des plis de l'aine des deux côtés. Le moulage a sans doute fait l'objet d'une réparation, à la suite d'apparition de fissures.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Reprise des anciennes restaurations
- Nouveaux comblements
- Retouche de la cire et du textile à l'aide d'acryliques et de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3182

Adénite inguinale syphilitique tertiaire. -Région inguinale droite

I. Identification de l'objet 3182

Titre/sujet : Adénite inguinale syphilitique tertiaire. Femme âgée de 24 ans. Région inguinale droite.

Auteur : Louis NICLET

Datation : 5 septembre 1923

N° inv. : 2042

Localisation : vitrine 66

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 25 ; L : 21,1 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement moyens de la cire.

Encrassement du textile, plus important sur le dessus de l'objet.

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de plusieurs fissures autour de la lésion.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement au niveau des fissures
- Retouche ponctuelle.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration

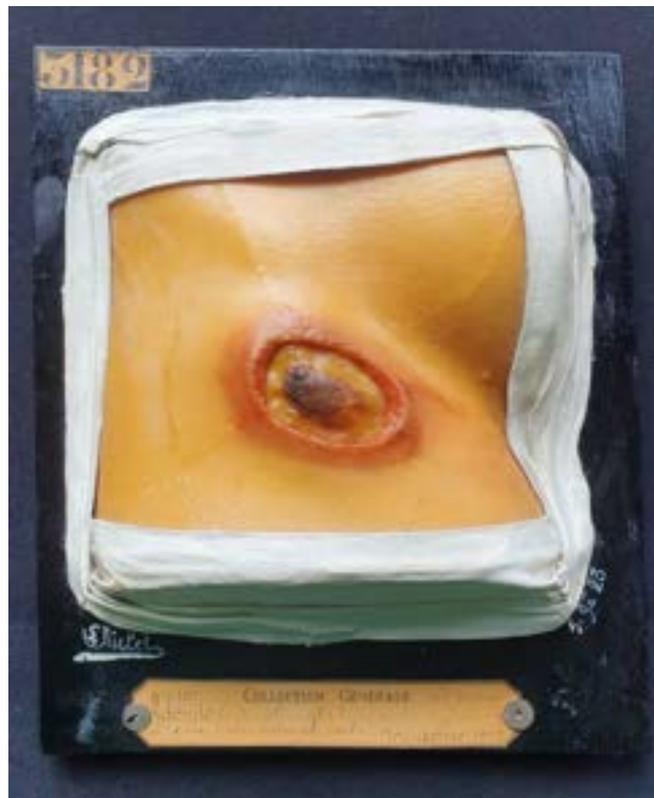

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3217

Syphilides papuleuses secondaires en voie de disparition. Homme âgé de 21 ans, mécanicien. Flanc Gauche

I. Identification de l'objet 3217

Titre/sujet : Syphilides papuleuses secondaires en voie de disparition. Homme âgé de 21 ans, mécanicien. Flanc Gauche

Auteur : COUVREUR

Datation : 1925

N° inv. : 3217

Localisation : vitrine 61

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 38,7 ; L : 29,4 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire, plus marqués en partie basse de l'objet.

Encrassement moyen du textile, plus marqué sur le dessus.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Fissuration importante en partie basse, côté droite.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile à l'aide de gomme Wishab®, puis avec un coton légèrement humide
- Comblement des fissures pour consolidation et pour aspect esthétique.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3342

Parapsoriasis en gouttes. - Région cernéo-scapulaire droite

I. Identification de l'objet 3342

Titre/sujet : Parapsoriasis en gouttes. Homme âgé de 23 ans, pâtissier- Région cernéo-scapulaire droite

Auteur : Stephan LITRE

Datation : 24 juillet 1931

N° inv. : 3342

Localisation : vitrine 52

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 23 ; Pr : 12

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement important du textile.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.

Structure

Cassure avec manque en partie supérieure du moulage. Présence de fissures autour de la cassure.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement du manque et des fissures
- Retouche de la cire et du textile à l'aide d'acryliques et de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3366

Lichen corné. Région thoracique antérieure.

I. Identification de l'objet 3366

Titre/sujet : Lichen corné. Femme âgée de 39 ans, sans profession. Région thoracique antérieure.

Auteur : Stephan LITRE

Datation : 21/03/1932

N° inv. : 3366

Localisation : vitrine 28

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 40 ; L : 30,4 ; Pr : 9

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement légers de la cire

Encrassement généralisé du textile.

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.


Structure

Cassure de l'objet : fissure transversale

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Comblement de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration

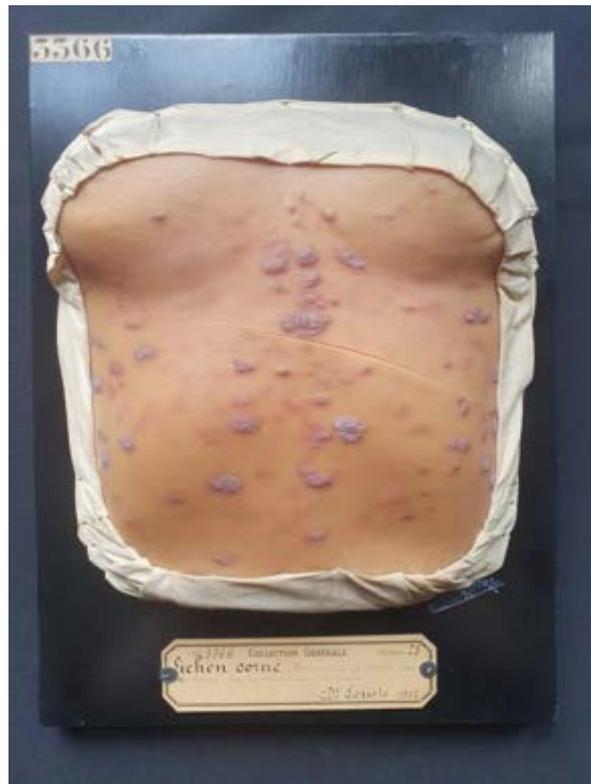

Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3431

Parapsoriasis varioliforme. Région flanc droit.

I. Identification de l'objet 3431

Titre/sujet : Parapsoriasis varioliforme. Homme âgé de 37 ans. Chauffeur. Région flanc droit.

Auteur : Stephan LITRE

Datation : 28 mars 1935

N° inv. : 3431

Localisation : vitrine 52

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 30 ; L : 35,1 ; Pr : 6

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremement et encrassement importants de la cire.

Encrassement généralisé du textile (poussière et taches).

Empoussièremement important du revers de la planche en bois.

Structure

Cassure de la cire en partie centrale, avec légère déformation.

Présence de fissures traversantes, en partie droite.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Consolidation et comblements des fissures et cassures
- Retouche de la cire et du textile à l'aide de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3442

Lésions folliculaires- Région scapulaire gauche

I. Identification de l'objet 3442

Titre/sujet : Lésions folliculaires- Région scapulaire gauche

Auteur : Stephan LITTRE

Datation : 27 juin 1935

N° inv. : 3442

Localisation : vitrine 72

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en papier et en carton.

Dimensions (cm) : H : 38,1 ; L : 35,2 ; Pr : 9,4

II. Constat d'état

Surface

Empoussièrément et encrassement moyens de la cire.

Encrassement moyen du textile, présence de taches d'humidité.

Empoussièrément important du revers de la planche en bois.


Structure

Présence de plusieurs craquelures, principalement en partie supérieure.


III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement des craquelures
- Dépoussiérage puis retouche du textile à l'aide de pastels.

IV. Photographies avant et après restauration

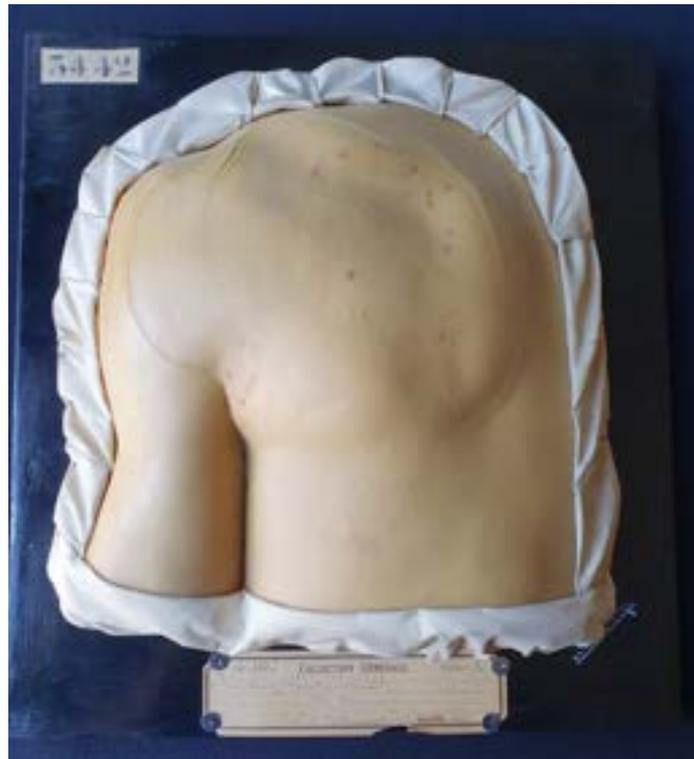

Vue avant restauration

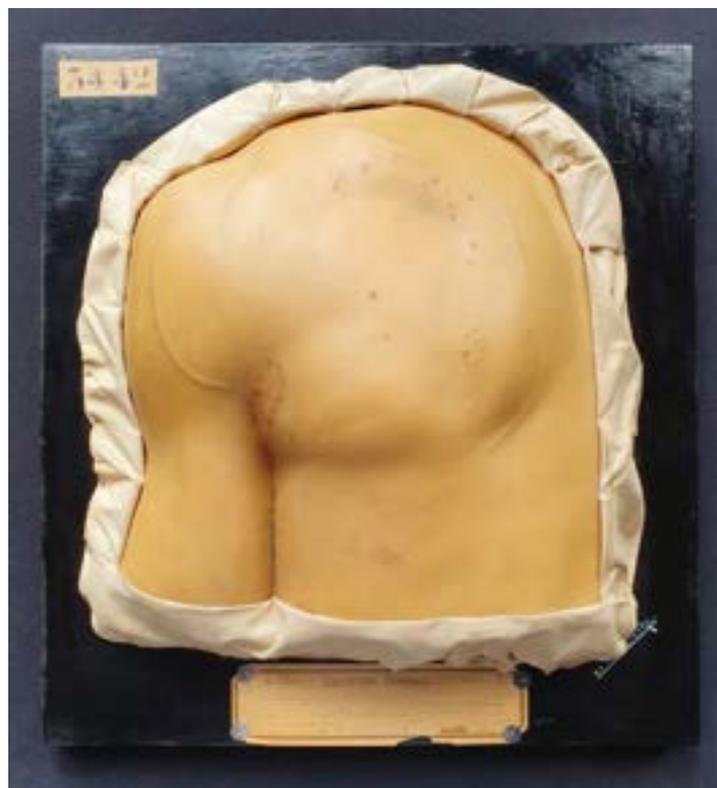

Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3478

Lichen plat – Main droite face dorsale

I. Identification de l'objet 3478

Titre/sujet : Lichen plat – Main droite face dorsale.

Auteur : Stephan LITTRE

Datation : 1936

N° inv. : 3478

Localisation : vitrine 26

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 30,1 ; L : 15,6 ; Pr : 9,2

II. Constat d'état

Mauvais état général.

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

La main a été cassée en plusieurs fragments. Elle a été recollée, maladroitement par endroits, avec présence de ressauts.

On observe de nombreux manques au niveau des zones de collage et sous la main.

L'objet est maintenu uniquement grâce au tissu en partie haute. Il n'est plus stable sur son socle.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Reprise des anciennes restaurations
- Nouveaux comblements
- Retouche sur les comblements
- Collage de la main sur le support en bois à l'aide de PVA.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3508

Roséole syphilitique secondaire – Flanc droit.

I. Identification de l'objet 3508

Titre/sujet : Roséole syphilitique secondaire. Homme âgé de 49 ans, chauffeur. – Flanc droit.

Auteur : Stephan LITRE

Datation : 3 décembre 1938

N° inv. : 3508

Localisation : vitrine 55

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 35 ; L : 25,1 ; Pr : 7,8

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement léger du textile, plus marqué sur le dessus de l'objet.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Présence de fissures en partie inférieure, côté dextre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Comblement au niveau des fissures et des craquelures
- Nettoyage léger et retouche sur le textile à l'aide de pastels secs.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration

Fiche de traitement – Objet 3512

Psoriasis en voie de guérison par les badigeons d'éosine. Homme âgé de 59 ans, commerçant - Cuisse droite face intérieure.

I. Identification de l'objet 3512

Titre/sujet : Psoriasis en voie de guérison par les badigeons d'éosine. Homme âgé de 59 ans, commerçant - Cuisse droite face intérieure.

Auteur : Stephan LITRE

Datation : 25-01-1939

N° inv. : 3512

Localisation : vitrine 48

Matériaux et technique : moulage en cire, textile, fixation sur une plaque en bois, étiquettes en carton.

Dimensions (cm) : H : 27 ; L : 19 ; Pr : 8,2

II. Constat d'état

Surface

Empoussièremment et encrassement légers de la cire.

Encrassement du textile.

Empoussièremment important du revers de la planche en bois.

Structure

Fissure importante avec déformation de la cire, en bordure de fissure. Localisation : en partie supérieure côté senestre.

III. Traitement effectué

- Dépoussiérage à l'aide d'un pinceau doux et d'un aspirateur
- Nettoyage à l'aide de solution de Tween® 20 à 2% dans l'eau, suivi de rinçages
- Nettoyage du textile
- Légère remise en forme par apport de chaleur contrôlée
- Comblement au niveau de la fissure.

IV. Photographies avant et après restauration



Vue avant restauration



Vue après restauration