Bibliothèque numérique
medic@

Duhamel du Monceau, Henri-Louis.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des moyens d'attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, sur-tout pour la construction des vaisseaux; et de former des pièces d'assemblage pour suppléer au défaut des pieces simples: faisant la conclusion du Traité complet des bois et des forets; par M. Duhamel du Monceau, de l'Académie royale des sciences; de la Société royale de Londres, de la Société des arts de la même ville; de l'Académie impériale de Petersbourg; de l'Institut de Bologne; des académies de Palerme & de Besançon; honoraire de la Société d'Edimbourg, & de l'Académie de marine; de plusieurs sociétés d'agriculture; inspcteur général de la Marine. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce.

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?pharma_res005339

A Paris, chez L. F. Delatour, rue Saint Jacques, à S.

5339
TRANSPO
DES
BOIS

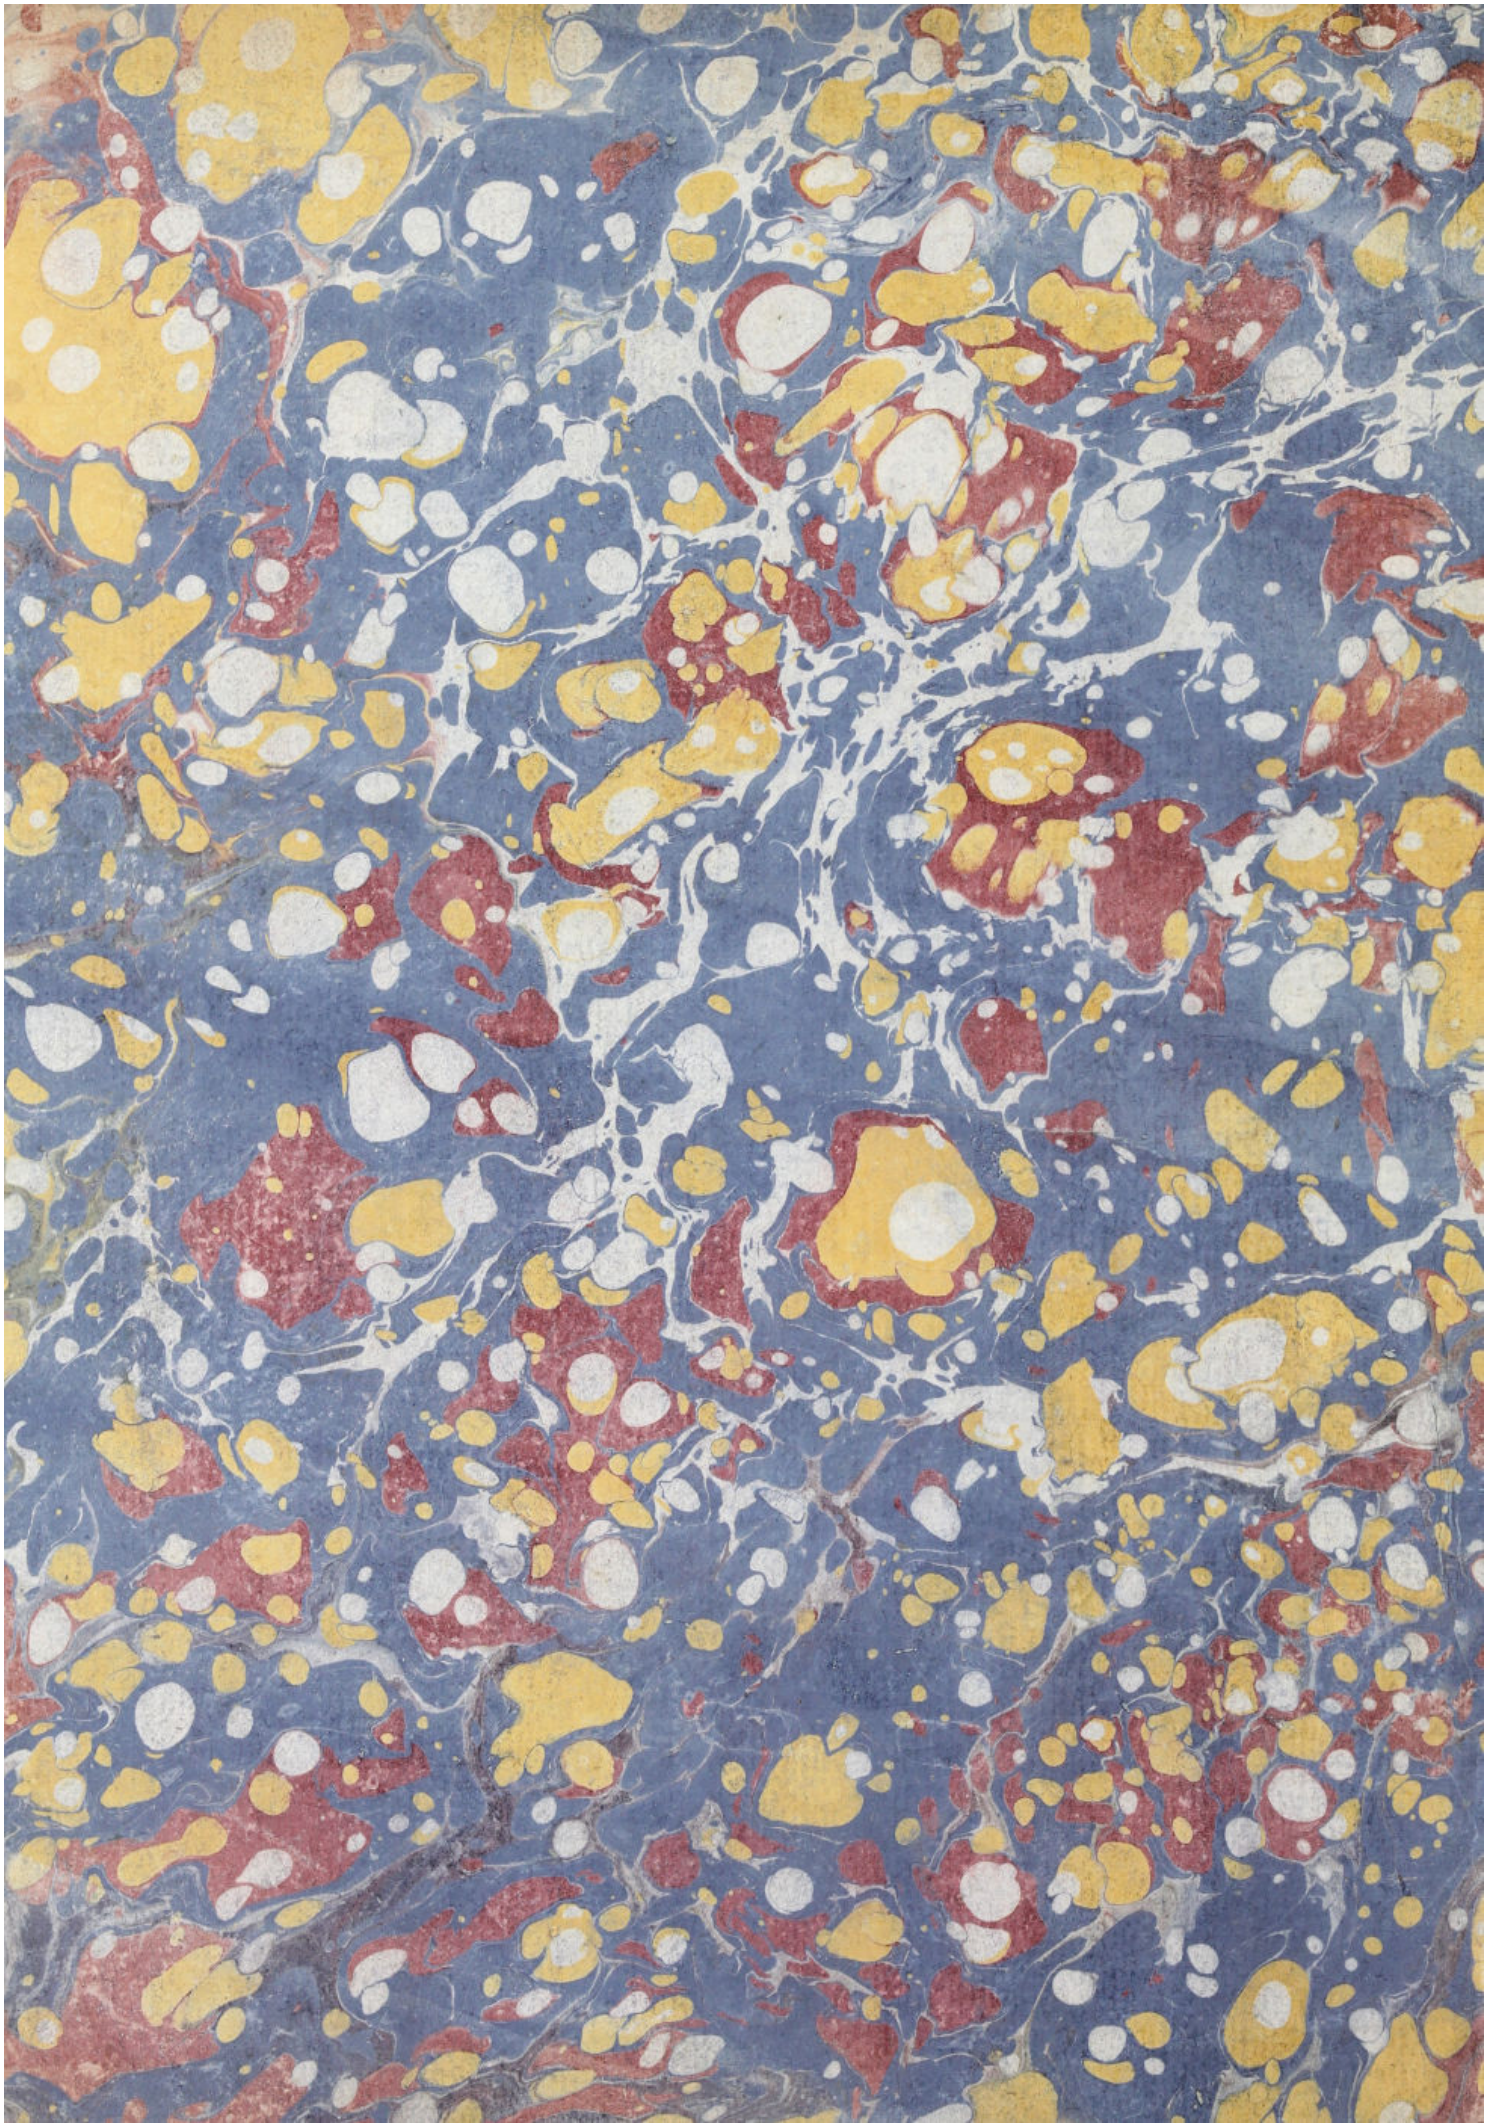

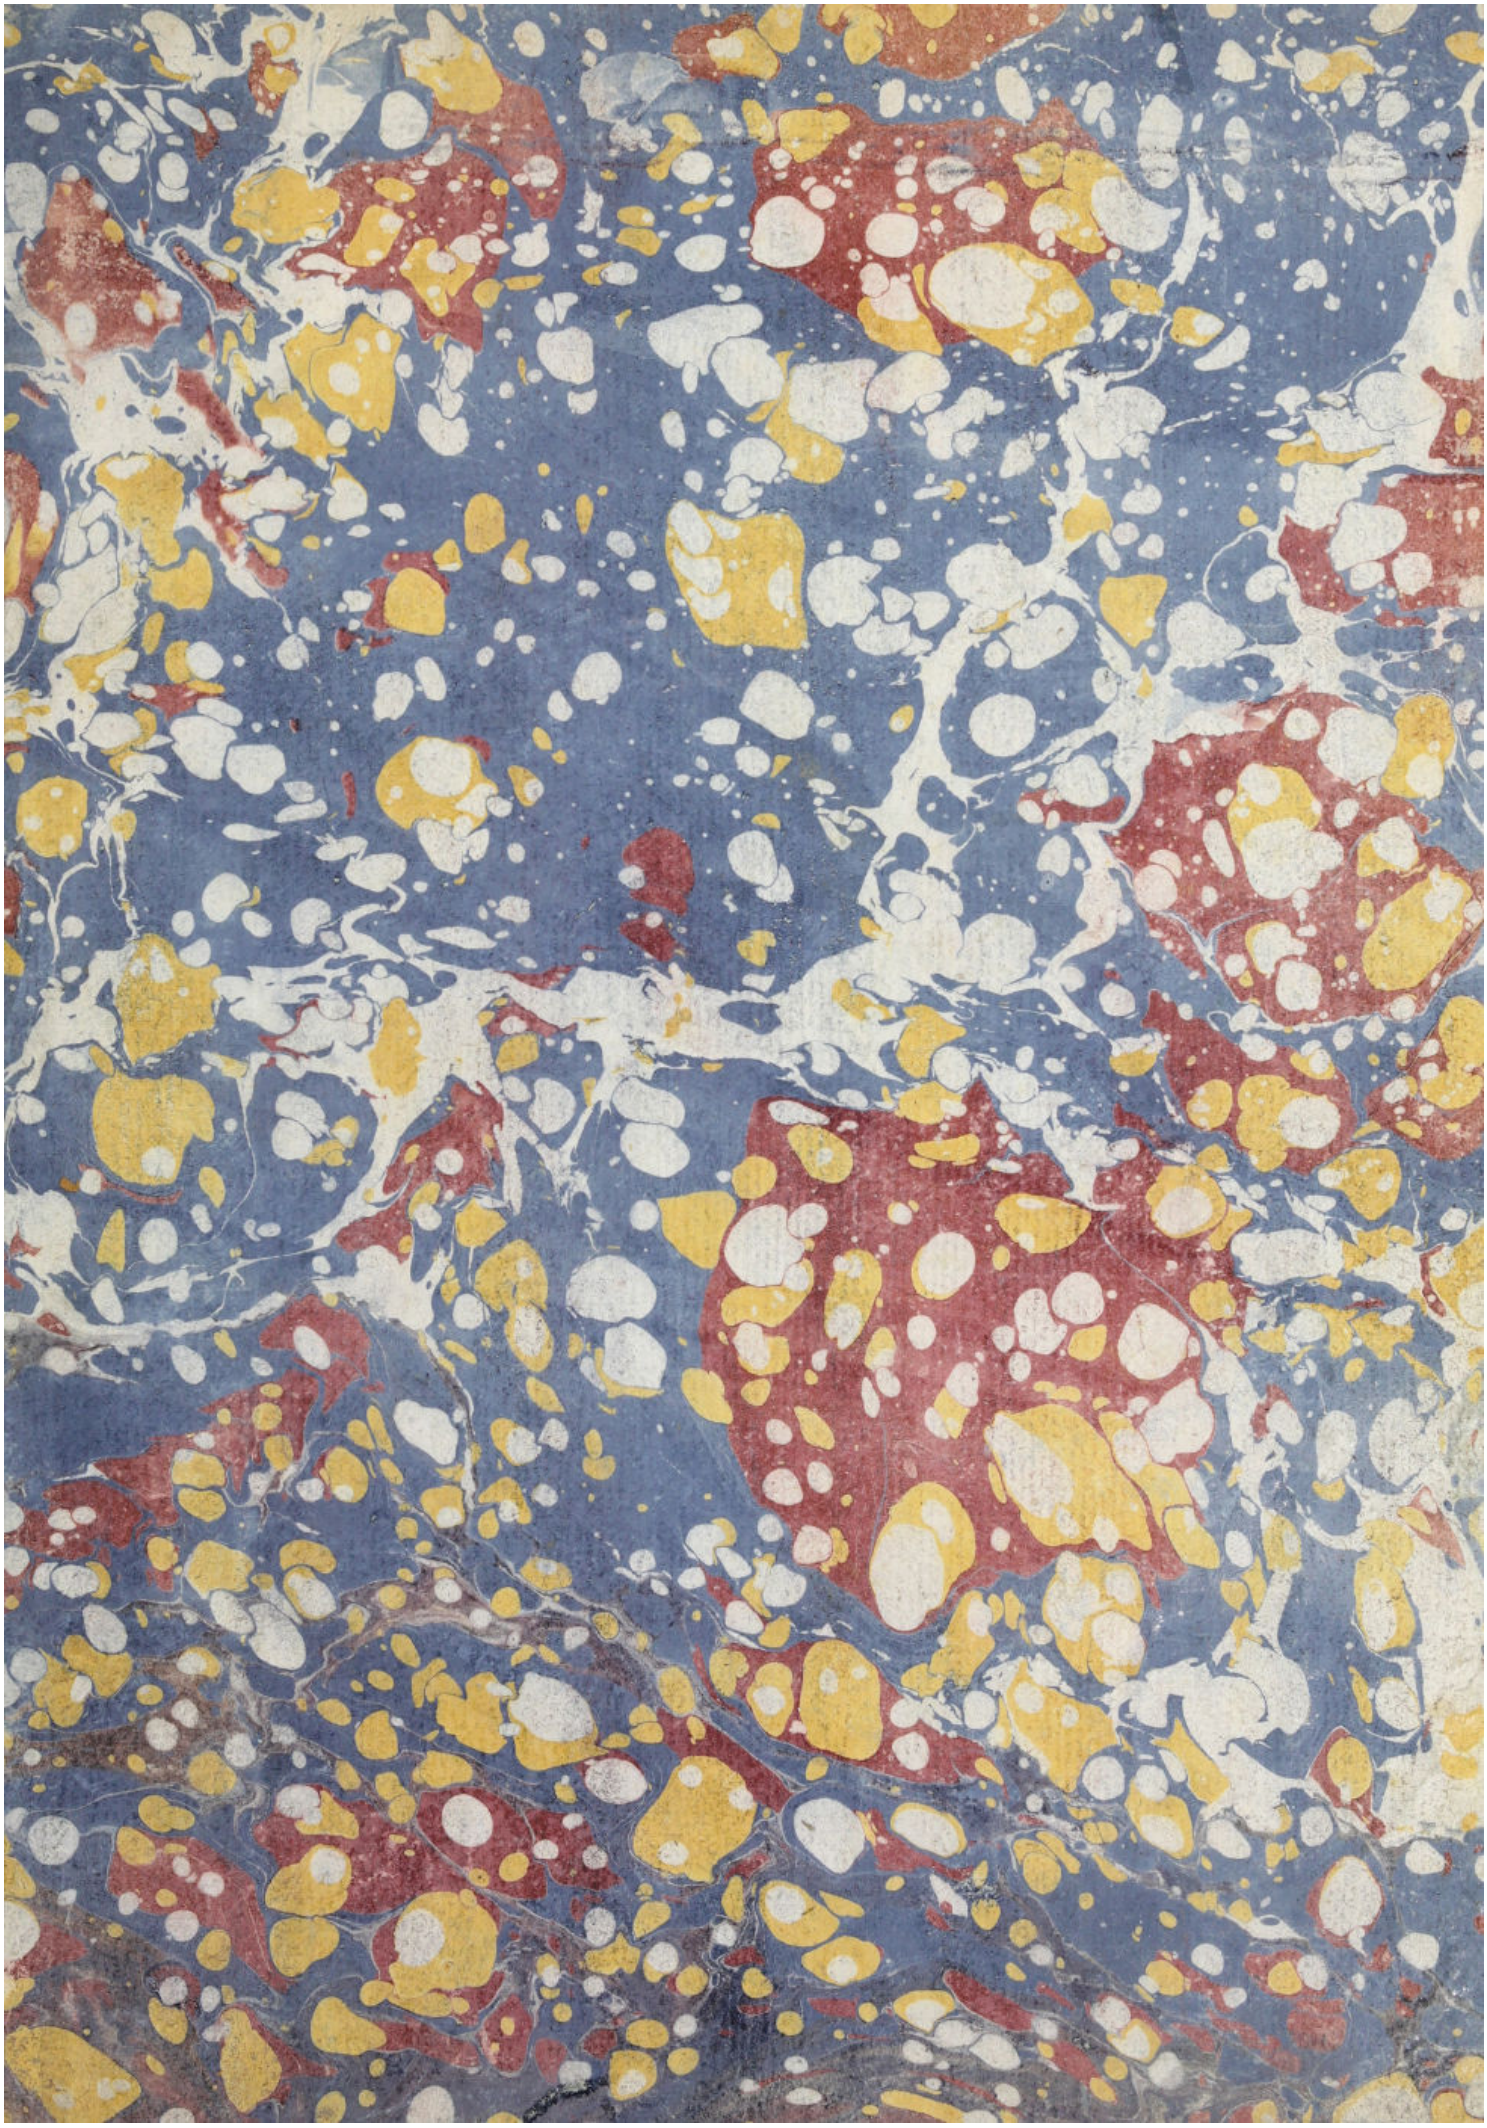


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DU TRANSPORT DES BOIS.

Rés
S 339

DU TRANSPORT,

DE LA CONSERVATION

ET DE LA FORCE

DES BOIS;

OU L'ON TROUVERA DES MOYENS D'ATTENDRIR LES BOIS,

DE LEUR DONNER DIVERSES COURBURES,

SUR-TOUT POUR LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX;

ET DE FORMER DES PIECES D'ASSEMBLAGE

POUR SUPPLÉER AU DÉFAUT DES PIECES SIMPLES:

Faiſant la concluſion du TRAITÉ COMPLET DES BOIS ET DES FORETS;

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU, de l'Académie Royale des Sciences; de la Société Royale de Londres, de la Société des Arts de la même Ville; de l'Académie Impériale de Peterſbourg; de l'Inſtitut de Bologne; des Académies de Palerme & de Beſançon; Honoraire de la Société d'Edimbourg, & de l'Académie de Marine; de pluſieurs Sociétés d'Agriculture; Inſpecteur Général de la Marine.

OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES EN TAILLE-DOUCE.

BIBLIOTHEQUE DE PARIS

A PARIS,

Chez L. F. DELATOUR, rue Saint Jacques, à S. Thomas d'Aquin.

M. DCC. LXVII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

B. L. Prevost Inv. et Sculp.

PRÉFACE.

LA PLACE que j'occupe dans la Marine m'ayant donné occaſion d'aſſiſter à beaucoup de recettes de Bois, & d'en voir employer une immenſe quantité de différentes eſpeces, je deſirai d'acquérir ſur ce point le plus de connoiſſances qu'il me ſeroit poſſible. Je trouvois bien dans les Ports & dans les grands ateliers des opinions généralement accréditées, auxquelles on avoit pris une telle confiance qu'il ſembloit ridicule de les révoquer en doute : cependant quand j'oſois les approfondir, je les trouvois preſque toujours dénuées de preuves : elles étoient appuyées ſur des raiſonnements vagues qu'on diſoit être phyſiques, quoiqu'ils ne fuſſent fondés ſur aucune démonſtration, ni ſur des expériences exactes. J'apperçus donc bien-tôt que j'avois

peu de lumieres à acquérir dans les endroits même où l'on fait la plus grande conſommation de bois, & qu'au contraire je devois chercher un point d'appui pour réſiſter à un courant qui auroit pu me mener bien loin du but où je me propoſois d'atteindre ; car on eſt naturellement porté à ſuivre les routes déja frayées.

Je cherchai auſſi inutilement à m'inſtruire dans les Livres : ſi l'on excepte les Ouvrages des Botaniſtes qui ſe ſont appliqués à faire connoître les différentes eſpeces d'Arbres ; les recherches de quelques Phyſiciens, tels que Malpighi, Grew, Hales, M. Bonnet ; quelques Diſſertations que l'on trouve dans les Mémoires de l'Académie, & qui préſentent d'utiles obſervations ſur différents points de l'économie végétale ; enfin quelques Livres de Jardiniers qui ont aſſez bien traité de la culture des Arbres fruitiers & des Pepinieres ; je n'ai preſque retiré aucun ſecours des autres Auteurs qui n'ont fait que copier ceux qui les avoient précédé, ſans entrer dans aucune diſcuſſion, & ſans chercher à s'aſſurer de la vérité des faits par de nouvelles expériences ou par des obſervations exactes. Nous avons encore l'Ordonnance des Eaux & Forêts, où l'on a ſagement preſcrit quelques formalités pour prévenir la déprédation des Bois ; mais on s'y eſt beaucoup plus occupé de jetter les fondements d'une nouvelle Juriſprudence, que de ce qui concerne le fond même des Forêts.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 11 sur 651

Me voyant ainſi preſque dénué de tout ſecours, je pris le parti de traiter la matiere des Forêts comme ſi perſonne ne s'en étoit jamais occupé avant moi. Je la regardai comme un terrein qu'on avoit toujours laiſſé en friche, mais dont le ſol étoit bon, & méritoit d'être cultivé.

Je dois cependant avertir que mon but n'a jamais été de taxer de préjugés ridicules les opinions reçues. Mais je me ſuis fait une loi de n'en adopter aucune qu'après avoir conſulté l'expérience, le ſeul guide qui m'ait paru mériter ma confiance. Je me ſuis donc propoſé de vérifier tous les faits, même ceux qui me paroiſſoient les plus vraiſemblables; d'éclaircir par de nouvelles expériences ceux que je croirois douteux, & de diſcuter ainſi les différents ſentiments pour mettre les perſonnes qui s'intéreſſent à la matiere des Forêts en état de prendre un parti avec connoiſſance de cauſe. Voilà le plan que je me formai en commençant mon *Traité complet des Forêts*. Je n'aurois probablement pas été aſſez hardi pour l'entreprendre, ſi j'avois fait une ſérieuſe attention à toute ſon étendue, ſi j'avois conſidéré toutes les difficultés qu'il falloit ſurmonter, l'immenſité d'opérations que je ſerois obligé d'exécuter & de ſuivre avec la plus grande aſſiduité. Mais au lieu de faire ces réflexions, qui m'auroient probablement détourné de l'entrepriſe, je m'éblouis en quelque façon ſur toutes ces

difficultés, & je fixai mes regards ſur l'utilité de l'objet, qui eſt aſſurément des plus intéreſſants, puiſque, outre les agréments qu'on retire des Bois lorſqu'ils ſont ſur pied, on eſt obligé de convenir qu'en les abattant, on ſubvient à des objets d'abſolue néceſſité. Effectivement n'eſt-il pas ſenſible qu'un pays dénué de Bois ſeroit inhabitable, & que ſi on n'y avoit pas la reſſource de la Houille & de la Tourbe, on ne pourroit ſe garantir des rigueurs de l'hiver, & faire cuire les aliments? Mais laiſſons à part les matieres combuſtibles, qui ſont encore abſolument néceſſaires pour l'exploitation des Mines, pour les Verreries & beaucoup de Manufactures; comment former ſans bois les charpentes qui ſoutiennent les couvertures de nos maiſons? Comment conſtruire les Ecluſes, les Moulins, & les induſtrieuſes Uſines qui multiplient les bras ſans occaſionner de grandes dépenſes? Comment ſe procurer ces corps flottants qui ſont l'ame du Commerce & le plus ſolide fondement de la grandeur des Puiſſances maritimes? Cependant on ſe contente de jouir; & déja dans quelques cantons du Royaume, on eſt réduit à brûler des herbes ſeches & les excréments des animaux pour ſubvenir aux beſoins les plus preſſants.

La rareté du Bois m'a donc paru une choſe ſi importante à une infinité d'égards, que j'ai eu le courage d'entreprendre & de ſuivre avec perſévérance, je puis même

même dire, avec opiniâtreté, un travail qui m'occupe depuis près de quarante ans. On ne ſera pas ſurpris de ce que je dis de l'étendue de ce travail, quand on jettera les yeux ſur le nombre prodigieux d'expériences qui fait le fond de mon Ouvrage, où j'ai conſidéré mon objet ſous un point de vue que je crois nouveau. Ce n'eſt pas ici un édifice établi ſur des hypothèſes; toujours en garde contre les vraiſemblances & les probabilités, je ne préſente que des obſervations & des expériences, en un mot des faits bien conſtatés.

On pourra me reprocher de n'avoir pas tiré de ce fond toutes les conſéquences poſſibles. Vous avez, dira-t-on, raſſemblé bien des matériaux; mais il y en a une partie que vous avez négligé de mettre en œuvre. Je l'avoue: mais je prie mes Lecteurs de conſidérer que je n'aurois pas pu ſatisfaire leurs deſirs ſans alonger beaucoup ce Traité que j'aurois deſiré renfermer dans des bornes plus étroites; huit volumes *in-quarto* ſur les Forêts me paroiſſant un Ouvrage déja trop étendu.

Cependant deux volumes ont été à peine ſuffiſants pour faire connoître, dans mon *Traité des Arbres & Arbuſtes*, tous ceux qu'on peut élever en pleine terre dans notre climat, & dont on trouve une partie aſſez conſidérable dans nos Bois & dans nos Jardins, où la plupart viennent auſſi bien que dans leur pays naturel. Comme nos connoiſſances ſe ſont augmentées ſur ce

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 14 sur 651

point, je me trouverai inceſſamment obligé de faire paroître un Supplément à ces deux Volumes.

A L'ÉGARD de la *Phyſique des Arbres*, comment renfermer en moins de deux volumes toutes les connoiſſances qu'on a ſur l'économie végétale ? Outre pluſieurs découvertes qui me ſont propres, j'ai raſſemblé dans ce Traité celles qui avoient été faites par différents Phyſiciens : mais j'ai tout vérifié, ſoit pour ma propre inſtruction, ſoit pour me mettre en état de certifier l'exactitude des faits.

JE n'ai pas pu employer moins d'un volume pour les *Semis & Plantations* : il s'agiſſoit d'y expoſer toutes les méthodes que nous avons ſuivies pour élever un grand nombre d'Arbres en pepiniere, dont les uns deſtinés à faire des arbres de haute tige ont ſervi à planter de longues avenues, & les autres tirés jeunes des pepinieres ont été employés à former des maſſifs, pendant que nous avons ſemé environ 150 arpents de Bois par petites parties de ſix, de huit ou de dix arpents pour eſſayer toutes les méthodes poſſibles, & être en état de fournir aux propriétaires des terres, des moyens ſûrs de boiſer leurs domaines par des opérations proportionnées à leur fortune & conformes à leurs vues. Je ſuis cependant parvenu à mettre encore dans le même volume les opérations qui nous ont réuſſi pour rétablir des Bois qui avoient été négligés ou dégradés.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 15 sur 651

Si j'avois voulu m'étendre en réflexions, je n'aurois pas pu renfermer en deux volumes toutes les recherches que j'ai faites relativement à l'*Exploitation des Forêts*, mettre les propriétaires ou les acheteurs en état d'eſtimer la valeur d'un Taillis ou d'une Futaie, fixer ce qu'on peut retirer des Taillis relativement à leur âge, à la qualité du terrein où ils ont crû, & à l'eſpece d'Arbre qui y domine, faire appercevoir le parti qu'on peut tirer des Futaies ſuivant leur groſſeur & l'eſſence de leur bois, décrire tous les Arts qui ſe pratiquent dans les Forêts, diſcuter pluſieurs queſtions qui partagent les Praticiens les plus exercés ; tantôt ſur l'âge où il convient d'abattre les Arbres, tantôt ſur la ſaiſon de l'abattage ou ſur la cauſe des fentes & des éclats, qui en pluſieurs circonſtances font beaucoup de tort aux Bois exploités. Nous ſommes parvenus à indiquer des moyens de prévenir ce dommage en pluſieurs circonſtances. Nous avons auſſi indiqué comment on doit équarrir les Arbres pour conſerver aux pieces toute la groſſeur qu'elles doivent porter.

Comme il eſt intéreſſant d'avoir de bons bois pour la Menuiſerie, nous avons expliqué les précautions qu'on doit prendre en refendant les Arbres en planches pour qu'elles ſoient moins expoſées à ſe fendre, à ſe déjeter & à ſe retirer. Je n'étendrai pas davantage l'énumération de ce qui eſt contenu dans

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 16 sur 651

ces deux volumes : ainſi je paſſe au huitieme & dernier que je préſente aujourd'hui au Public. Il s'y agit du *Tranſport des Bois* par terre ou par bateaux ou à flot, & j'eſſaye de faire appercevoir les avantages & les inconvénients de chacune de ces différentes méthodes. Les Marchands y verront comment, faute d'attention, leurs Bois ſont quelquefois uſés, & en partie pourris, avant que d'être livrés à leur deſtination.

J'EXPOSE enſuite ce qu'on peut faire dans les Chantiers & les Arcenaux pour le *Deſſéchement* & la *Conſervation des Bois* de différentes eſpeces. Ici ſe préſente une grande queſtion dont je me ſuis beaucoup occupé, ſavoir lequel eſt le plus avantageux de conſerver les Bois dans l'eau douce, ou ſalée, ou renfermés ſous des *hangars*, ou empilés à l'air ; ſi elle n'eſt pas completement réſolue dans cet Ouvrage, j'eſpere au moins que l'on conviendra que nous avons employé tous les moyens poſſibles pour l'éclaircir. Nous avons enſuite traité expreſſément de la *Conſervation des Bois de Mâture*, ainſi que *des Mâts* travaillés. Comme il eſt ſouvent avantageux, ſur-tout pour la conſtruction des Vaiſſeaux, de pouvoir attendrir les Bois droits pour leur faire prendre différentes courbures, j'ai lieu d'eſpérer qu'on verra avec quelque ſatisfaction le détail des Expériences que nous avons faites relativement à ce point intéreſſant.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 17 sur 651

Ce volume eſt terminé par une recherche très-étendue ſur la *Force des Bois* de différents équarriſſages, ſoit d'un ſeul morceau, ſoit de pluſieurs pieces aſſemblées les unes avec les autres. J'ai beaucoup inſiſté ſur ce point, parce qu'il m'a paru également utile à l'Architecture navale & à l'Architecture civile. On en ſera pleinement convaincu par l'expoſé d'une très-belle opération qui a été faite à Marſeille par feu M. Garavaque. Cet Ingénieur de la Marine, en armant la quille & le courſier d'une Galere arquée & hors de ſervice, parvint à lui faire reprendre ſa tonture, & à la mettre en état de faire campagne.

Desirant reſtraindre mon Ouvrage le plus qu'il me ſeroit poſſible, j'ai mieux aimé beaucoup abréger les raiſonnements que de ſupprimer le détail des expériences qui établiſſent des faits, dont on pourra tirer des conſéquences utiles & appropriées aux circonſtances. J'eſpere qu'on me ſaura gré de m'être chargé de la partie la plus fatigante & la plus diſpendieuſe, & que le ſoin & l'attention que j'ai apporté à mon travail pourra attirer à ſon Auteur l'eſtime des honnêtes gens : c'eſt la récompenſe la plus flatteuſe que je puiſſe m'en promettre.

Nota. *M. de Buffon a fait imprimer dans les Volumes de l'Académie des Sciences, années* 1740 *&* 1741, *une grande*

ſuite d'Expériences ſur la force des Bois quarrés. *Comme il a ſuivi une autre route que moi, j'aurois deſiré préſenter une idée de ce travail; mais ce huitieme & dernier Volume étant déja fort gros, je me ſuis trouvé obligé de me réduire à l'indiquer.*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 19 sur 651

TABLE
DES CHAPITRES ET ARTICLES
du Traité du Tranſport des Bois, &c.

PRÉFACE..... Page j

LIVRE PREMIER.
Du Tranſport des Bois.

INTRODUCTION, Page 1

CHAPITRE I. *Privileges accordés aux Marchands* Ventiers *pour faciliter la vuidange des Ventes, & principalement pour favoriſer l'approviſionnement de Paris*, 5

CHAP. II. *Du tranſport des Bois ouvrés ou non ouvrés qui ne forment pas un gros volume*, 6

ARTICLE I. Du tranſport des ouvrages de Raclerie, 7

ART. II. Du tranſport des ouvrages de Fente, *ibid.*

ART. III. Du tranſport du Charbon, 8

ART. IV. Du tranſport des Perches, Fagots, Cotrets & autres menus Bois, 11

ART. V. Du tranſport des Bois de chauffage par terre, 12

ART. VI. Du Bois à brûler qu'on tranſporte par bateaux, 13

ART. VII. Du Bois flotté, 17

ART. VIII. Des Trains de Bois à brûler, 21

CHAP. III. *Du tranſport des Bois de Charpente*, 30

ART. I. Des Bois dont il faut pluſieurs pieces pour charger une voiture, *ibid.*

ART. II. Des Bois dont une piece ſuffit pour charger une voiture, 31

ART. III. Des plus groſſes pieces de Bois qui ne peuvent être chargées ſur une voiture ordinaire, *ibid.*

ART. IV. Du flottage des Bois

de Charpente ; 34
ART. V. Maniere de faire les Trains de Bois quarré, 36
ART. VI. Maniere de faire les Trains de Bois de ſciage, 40
CHAP. IV. *Réſumé de ce qui a été dit ſur le tranſport des Bois*, 41
ART. I. Faut-il tirer les Bois hors des ventes auſſi-tôt qu'ils ſont exploités ? 42
ART. II. Quel eſt le plus avantageux de voiturer les Bois par charrois ou dans des bateaux ; en un mot à ſec, ou à flot, en Trains ou en Radeaux ? 43
EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre I, 44

LIVRE SECOND.

Des Bois conſidérés dans les Magaſins ou dans les Chantiers, *Page* 49

CHAP. I. *Des effets de la ſeve relativement à la durée des Bois*, 49
ART. I. Doit-on employer les Bois, lorſqu'ils ſont encore remplis de ſeve, ou pénétrés de l'eau dans laquelle on les aura flottés ? ou eſt-il plus avantageux de ne les employer que quand ils ſont ſecs ? 51
Expérience relative à cet objet, 52
ART. II. S'il y auroit de l'inconvénient à employer des Bois trop deſſéchés ; & à quel point de deſſéchement il convient de les employer, 54
ART. III. Eſt-il avantageux à la conſervation des Bois de les enduire de peinture à l'huile, ou de gaudron, ou de bray, ou de quelqu'autre ſubſtance impénétrable à l'eau ? 58
Expérience, 59
ART. IV. Diverſes Obſervations ſur la durée des Bois, ou conſéquences qu'on peut tirer des Expériences que nous avons rapportées, ſoit dans le *Traité de l'Exploitation*, ſoit dans cet Ouvrage, 61
CHAP. II. *Des Moyens que nous avons employés pour acquérir le plus de connoiſſances qu'il nous ſeroit poſſible ſur l'évaporation de la ſeve & le deſſéchement des Bois*, 64
ART. I. Du poids du Bois de Chêne de différentes qualités, & de pluſieurs autres eſpeces de Bois, les uns nouvellement abattus, & les autres d'ancienne coupe, 65
Bois du Royaume : poids d'un pied cube, 68
Bois de l'Iſle de France, ibid.

Autres

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 21 sur 651

Autres Bois de l'Inde, 69
ART. II. Expérience faite ſur différentes ſortes de Bois pour acquérir des connoiſſances ſur l'évaporation de la ſeve, *ibid.*
§. 1. *Expérience faite pour connoître combien de temps un ſolide de 512 pouces cubes eſt à perdre ſa ſeve, étant tenu dans un lieu ſec*, ibid.
§. 2. *Remarques ſur cette Expérience*, 71
ART. III. Que l'évaporation de la ſeve ſe fait en raiſon des ſurfaces, 72
§. 1. *Premiere Expérience*, 73
§. 2. *Seconde Expérience*, 76
§. 3. *Remarques ſur les Expériences précédentes*, 77
ART. IV. Que la ſeve ſe diſſipe en vapeurs dans les Bois qui ſe deſſechent, *ibid.*
§. 1. *Expériences*, 78
§. 2. *Remarques ſur ces Expériences*, 82
CHAP. III. *Sur le Deſſéchement des Bois, & leur Conſervation*, 84
ART. I. Eſt-il avantageux de conduire les Bois à flot au lieu de leur deſtination, & de les mettre dans l'eau douce ou ſalée pour les rendre d'un bon ſervice? *ibid.*
ART. II. Des Bois à brûler, 85
ART. III. Comparaiſon des Bois de ſciage qu'on a voiturés à flot, ou qu'on a mis ſous l'eau, avec ceux qu'on a toujours tenus à ſec, 86
ART. IV. Expériences pour connoître ſi l'eau étrangere qui eſt dans une piece de Bois qui a long-temps reſté ſous l'eau, ſe diſſipe promptement, 93
§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience*, ibid.
§. 3. *Récapitulation des poids extrêmes, premier & dernier, de l'Expérience précédente*, 96
§. 4. *Suite de l'Expérience précédente, & Conſéquences qui en réſultent*, 97
ART. V. Expériences pour connoître le temps néceſſaire pour que l'eau de mer, dont un morceau de bois eſt imbibé, ſe diſſipe, 98
ART. VI. Expériences ſur l'imbibition du Bois que l'on tient dans l'eau, 100
§. 1. *Premiere Expérience*, 102
§. 2. *Seconde Expér.* 105
§. 3. *Troiſieme Expér.* 107
§. 4. *Quatrieme Expér.* 108
§. 5. *Cinquieme Expér.* 109
§. 6. *Sixieme Expér.* 110
§. 7. *Septieme Expér.* 112
§. 8. *Huitieme Expér.* 113
§. 9. *Neuvieme Expér.* 114
§. 10. *Dixieme Expér.* 115
§. 11. *Onzieme Expér.* 116
§. 12. *Douzieme Expér.* ibid.
§. 13. *Treizieme Expér.* 117
§. 14. *Quatorzieme Expér.* ibid.
§. 15. *Quinzieme Expér.* 118
ART. VII. Réſumé des précédentes Expériences, 119
ART. VIII. Extrait d'un Mémoire de M. Dalibard, intitulé : *Expériences phyſiques ſur la variation de peſanteur des Corps plongés dans*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 22 sur 651

différents liquides ; lu à l'Académie des Sciences les 29 Janvier, 9 & 12 Février 1746. 121

CHAP. IV. *Expériences exécutées pour parvenir à reconnoître la différente qualité des Bois par leur imbibition & leur deſſéchement*, 131

ART. I. Premiere ſuite d'Expériences faites ſur des barreaux de bois de différentes eſpeces, ou de différentes qualités, *ibid.*

Remarques ſur ces Expériences, 137

ART. II. Seconde ſuite d'Expériences faites ſur des cubes de bois verd, 138

Remarques ſur ces Expériences, 143

ART. III. Troiſieme ſuite d'Expériences faites ſur des bouts de Chevrons, pour eſſayer de connoître la meilleure maniere de deſſécher les Bois lorſqu'ils ſont abattus, 144

ART. IV. Quatrieme ſuite d'Expériences ſur des Madriers, pour trouver une façon de deſſécher les Bois, ſans qu'ils ſe fendent beaucoup, 153

Remarques, 155

ART. V. Cinquieme ſuite d'Expériences faites avec des Planches de Chêne de douze pieds de longueur & de deux pouces d'épaiſſeur, 156

ART. VI. Sixieme ſuite d'Expériences faites ſur des Membrures, 158

ART. VII. Septieme ſuite d'Expériences faites ſur deux Planches & deux Croûtes qu'on a tirées d'un même Arbre, & qu'on a miſes en comparaiſon deux à deux, 160

Remarque, 164

ART. VIII. Huitieme ſuite d'Expériences pour connoître ce que le flottage produit ſur les bois ſecs par comparaiſon avec les bois nouvellement abattus, *ibid.*

Réſultat des Expér. précédentes, 167

ART. IX. Neuvieme ſuite d'Expériences ſur des pieces de bois de même poids, les unes vertes, les autres ſeches, miſes en comparaiſon, 168

Réſultat de ces Expériences, 171

ART. X. Dixieme ſuite d'Expériences qui prouvent que les pieces de Bois qui paſſent un certain temps dans l'eau, ſont moins ſujettes à être piquées des vers que celles qui ſont tenues à ſec, *ibid.*

ART. XI. Onzieme ſuite d'Expériences faites ſur des Bois tendres flottés & non flottés, 173

§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.

§. 2. *Seconde Expérience*, 174

§. 3. *Troiſieme Expérience*, ibid.

§. 4. *Quatrieme Expérience*, 175

Conſéquences qu'on peut tirer des Expériences précédentes, ibid.

CHAP. V. *Des bois qu'on fait flotter dans l'eau de la Mer*, 176

ART. I. Suite d'Expériences ſur l'imbibition des Bois plongés dans l'eau de la Mer, *ibid.*

§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.

§. 2. *Seconde Expérience*, 177

§. 3. *Troiſieme Expérience*, ibid.

Conſéquences des Expériences précédentes, 178

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 23 sur 651

§. 4. *Quatrieme Expérience, qui indique à peu près la quantité d'eau de Mer dont peut ſe charger un pied cube de bois de Chêne*, 179
ART. II. Autre ſuite d'Expériences ſur l'imbibition du Bois plongé dans l'eau de la Mer, *ibid.*
§. 1. *Premiere Expérience*, 180
§. 2. *Seconde Expérience*, 181
ART. III. Premiere ſuite d'Expériences exécutées en Provence en 1734 ſur des Bois de Bourgogne ſecs, 182
§. 1. *Premiere Opération*, 183
Réſumé, *ibid.*
§. 2. *Seconde Opération*, ibid.
Réſumé, 184
§. 3. *Troiſieme Opération*, ibid.
Réſumé, 185
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
ART. IV. Seconde ſuite d'Expériences faites avec des Barreaux de bois de Bourgogne plus menus que les précédents, 186
§. 1. *Premiere Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 2. *Seconde Opération*, 187
Réſumé, *ibid.*
§. 3. *Troiſieme Opération*, ibid.
Réſumé, 188
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
ART. V. Troiſieme ſuite d'Expériences ſur de s bois de Bourgogne plus gros que les précédents, ibid.
§. 1. *Premiere Opération*, ibid.
Réſumé, 189
§. 2. *Seconde Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 3. *Troiſieme Opération*, 190
Réſumé, *ibid.*
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
ART. VI. Quatrieme ſuite d'Expériences ſur des bois de Provence verds, 191
§. 1. *Premiere Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 2. *Seconde Opération*, ibid.
Réſumé, 192
§. 3. *Troiſieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, 193
ART. VII. Cinquieme ſuite d'Expériences ſur des bois de Provence plus gros que les précédents, ibid.
§. 1. *Premiere Opération*, ibid.
Réſumé, 194
§. 2. *Seconde Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 3. *Troiſieme Opération*, ibid.
Réſumé, 195
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
ART. VIII. Sixieme ſuite d'Expériences faites ſur des bois de Pin, ibid.
§. 1. *Premiere Opération*, ibid.
Réſumé, 196
§. 2. *Seconde Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
§. 3. *Troiſieme Opération*, ibid.
Réſumé, 197
§. 4. *Quatrieme Opération*, ibid.
Réſumé, *ibid.*
ART. IX. Remarques ſur les ſix précédentes ſuites d'Expériences, *ib.*
§. 1. *Réſultat d'une Viſite faite à la fin d'Août* 1734. 198
§. 2. *Obſervations ſur les va-*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 24 sur 651

riations des mêmes Pieces depuis le 30 Août 1734. jusqu'au 6 Juin 1735, fin des précédentes Expériences, 201

ART. X. Expériences faites en Provence sur du bois de Chêne de cette Province, pour connoître la force du Bois flotté ou non flotté, 207

§. 1. *Premiere Expérience sur les deux Pieces* A, A. 208
Poids de ces deux Pieces, *ibid.*
Observations, 209
Examen de la force de ces Bois, 210
Premiere Opération, 211
Seconde Opération, *ibid.*
Résumé, *ibid.*
Troisieme Opération, 212
Résumé, *ibid.*
Quatrieme Opération, 213
Résumé, *ibid.*

§. 2. *Seconde Expérience sur les deux pieces* B, B. ibid.
Poids de ces deux Pieces, *ibid.*
Observations, 214
Examen de la force de ces Bois, 215
Premiere Opération, *ibid.*
Résumé, *ibid.*
Seconde Opération, 216
Résumé, *ibid.*
Troisieme Opération, *ibid.*
Quatrieme Opération, *ibid.*
Résumé, 217

§. 3. *Troisieme Expérience sur les deux Pieces* C, C. ibid.
Poids de ces deux Pieces, *ibid.*
Observations, 218
Examen de la force de ces Bois, 219
Premiere Opération, *ibid.*
Seconde Opération, 220
Résumé, *ibid.*
Troisieme Opération, *ibid.*
Résumé, *ibid.*
Quatrieme Opération, 221
Résumé, *ibid.*

§. 4. *Quatrieme Expérience sur les deux Pieces D D.* ibid.
Poids de ces deux Pieces. 222
Observations, *ibid.*

§. 5. *Cinquieme Expérience faite dans les mêmes vues que la précédente*, 223
Résumé, *ibid.*

ART. XI. Remarques sur les Expériences précédentes, 224

ART. XII. De la Durée des Bois flottés & non flottés exposés à la pourriture, 233

ART. XIII. Principales conséquences qu'on peut tirer des Expériences que nous venons de rapporter, 235

§. 1. *Des Bois conservés en pile à l'air*, 236

§. 2. *Des Bois conservés sous les Hangars*, 241

§. 3. *Des Bois conservés sous l'eau*, 244

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre II. 250

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 25 sur 651

LIVRE TROISIEME.

Du Deſſéchement des Bois par une chaleur artificielle, & de leur attendriſſement par la même Opération, Page 253

CHAP. I. *Examen de ce que l'action immédiate du feu peut produire, pour augmenter la durée des Bois,* 254

ART. I. Expériences faites ſur des Pieux pour m'aſſurer ſi le feu prolonge ſenſiblement leur durée, 255

ART. II. Expérience faite ſur les Baux d'un Vaiſſeau, 257

ART. III. Conſéquences des Expériences précédentes, *ibid.*

CHAP. II. *Des effets d'une chaleur modérée & long-temps continuée ſur pluſieurs pieces de bois, les unes vertes, les autres ſeches,* 259

ART. I. Expériences faites ſur pluſieurs Pieces de bois ſéchées à pluſieurs repriſes, juſqu'à ce que la chaleur les eût pénétrées intimement, *ibid.*

Premiere Opération, ibid.
Seconde Opération, 260
Troiſieme Opération, ibid.

ART. II. Expérience faite ſur un bout de Madrier de coupe nouvelle, *ibid.*

Premiere Opération, ibid.
Seconde Opération, ibid.
Troiſieme Opération, 261

ART. III. Expérience faite ſur un bout de Poteau, 261

Premiere Opération, ibid.
Seconde Opération, ibid.
Troiſieme Opération, 262

ART. IV. Expérience faite ſur un Madrier de deux ans d'abattage, *ibid.*

Premiere Opération, ibid.
Seconde Opération, ibid.
Troiſieme Operation, 263

ART. V. Remarques ſur les Expériences précédentes, *ibid.*

ART. VI. Expérience faite ſur un bout de Soliveau de bois de Crecy, 266

§. 1. *I. Opération,* ibid.
§. 2. *II. Opération,* ibid.
§. 3. *III. Opération,* 267
§. 4. *IV. Opération,* ibid.
§. 5. *V. Opération,* ibid.
§. 6. *VI. Opération,* ibid.
§. 7. *VII. Opération,* ibid.
§. 8. *VIII. Opération,* 268
§. 9. *IX. Opération,* ibid.
§. 10. *X. Opération,* ibid.
§. 11. *XI. Opération,* ibid.
§. 12. *XII. Opération,* 269
§. 13. *XIII. Opération,* ibid.
§. 14. *XIV. Opération,* ibid.
§. 15. *XV. Opération,* ibid.
§. 16. *XVI. Opération,* 270

§. 17. *XVII. Opération*, 270
§. 18. *XVIII. Opération*, ibid.
§. 19. *XIX. Opération*, ibid.
§. 20. *XX. Opération*, ibid.
§. 21. *XXI. Opération*, 271
§. 22. *XXII. Opération*, ibid.
§. 23. *XXIII. Opération*, ibid.
§. 24. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. VII. Expérience faite sur un bout de Bordage de Chêne blanc de Nantes, 272
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 273
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *VIII. Opération*, ibid.
§. 9. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. VIII. Expérience faite sur un bout de Bordage de bois de Nantes, 274
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*. ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 275
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *VIII. Opération*, ibid.
§. 9. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. IX. Expérience faite sur un morceau de bois de la Forêt de Belle-blanche, 276
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 276
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 277
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *VIII. Opération*, ibid.
§. 9. *IX. Opération*, ibid.
§. 10. *X. Opération*, 278
§. 11. *XI. Opération*, ibid.
§. 12. *XII. Opération*, ibid.
§. 13. *XIII. Opération*, ibid.
§. 14. *XIV. Opération*, ibid.
§. 15. *XV. Opération*, 279
§. 16. *XVI. Opération*, ibid.
§. 17. *XVII. Opération*, ibid.
§. 18. *XVIII. Opération*, ibid.
§. 19. *XIX. Opération*, ibid.
§. 20. *XX. Opération*, 280
§. 21. *XXI. Opération*, ibid.
§. 22. *XXII. Opération*, ibid.
§. 23. *XXIII. Opération*, ibid.
§. 24. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. X. Expérience sur une piece de Bois de Bretagne, 281
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 282
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *VIII. Opération*, ibid.
§. 9. *IX. Opération*, ibid.
§. 10. *X. Opération*, 283
§. 11. *XI. Opération*, ibid.
§. 12. *XII. Opération*, ibid.
§. 13. *XIII. Opération*, ibid.
§. 14. *XIV. Opération*, ibid.
§. 15. *XV. Opération*, 284

§. 16. *XVI. Opération*, 284
§. 17. *XVII. Opération*, ibid.
§. 18. *XVIII. Opération*, ibid.
§. 19. *XIX. Opération*, ibid.
§. 20. *XX. Opération*, 285
§. 21. *XXI. Opération*, ibid.
§. 22. *XXII. Opération*, ibid.
§. 23. *XXIII. Opération*, ibid.
§. 24. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. XI. Expérience faite sur un Bordage de bois de Bretagne, 286
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 287
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *VIII. Opération*, ibid.
§. 9. *Remarques sur la précédente Expérience*, ibid.

ART. XII. Expérience faite sur un Soliveau rempli de seve, 288
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 289
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 290
§. 6. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. XIII. Expérience faite sur du bois qui avoit perdu une partie de sa seve, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, 291
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 292
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, ibid.
§. 6. *Remarques sur l'Expérience précédente*, 293

ART. XIV. Expérience faite sur un bout de Soliveau abattu depuis six ans, *ibid.*
§. 1, *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 294
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 295
§. 6. *Remarques sur la précédente Expérience*, ibid.

ART. XV. Expér. faite sur un bout de Soliveau extrêmement sec, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, 296
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *Remarques sur l'Expérience précédente*, 297

ART. XVI. Remarques sur les quatre Expériences précédentes, *ibid.*

ART. XVII. Expérience faite sur un pied cube de Bois bien sec, 299
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, 300
§. 5. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.

ART. XVIII. Expériences dans lesquelles on a ménagé davantage la chaleur : Expérience faite sur un Madrier pris dans un Chêne abattu en 1732. *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 301
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, ibid.
§. 6. *VI. Opération*, ibid.

§. 7. *VII. Opération*, 302
§. 8. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.
ART. XIX. Expérience faite sur un Madrier pris d'un Chêne abattu depuis cinq mois, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, 303
§. 5. *V. Opération*, ibid.
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
§. 8. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.
ART. XX. Conséquences qui résultent des Expériences précédentes, 304
CHAP. III. *Réflexions générales sur l'attendrissement des Bois, & sur les divers moyens qui y contribuent*, 305
CHAP. IV. *Maniere d'attendrir les Bois par l'action immédiate du feu*, 307
ART. I. Expérience faite sur des Bois verds abattus de l'hiver précédent, 309
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 310
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *Conséquences de l'Expérience précédente*, ibid.
ART. II. Expérience faite avec des Bois secs, 311
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 312
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
§. 7. *VII. Opération*, ibid.
ART. III. Expérience faite sur des Bois verds, 313
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, 314
§. 5. *V. Opération*, ibid.
§. 6. *Remarques sur l'Expérience précédente*, ibid.
ART. IV. Conséquences des Expériences précédentes, *ibid.*
ART. V. Expérience faite sur des Bois plus longs que ceux qui ont servi pour les Expériences précédentes, 315
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 316
ART. VI. Expérience faite sur une plus grosse Piece, *ibid.*
ART. VII. Expérience faite sur une piece de Bois qui avoit été flottée, 317
ART. VIII. Remarques sur les Expériences précédentes, *ibid.*
ART. IX. Expérience faite sur une Membrure qu'on a chauffée avec ménagement, 318
CHAP. V. *Maniere d'attendrir les Bois par l'eau bouillante*, ibid.
CHAP. VI. *Maniere d'attendrir les Bois par la vapeur de l'eau bouillante*, 319
ART. I. Premiere Expérience faite sur des bois médiocrement secs, abattus depuis trois ans, & conservés pendant tout ce temps sous

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 29 sur 651

sous un hangar fort aéré, 321
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 322
ART. II. Expérience faite avec une piece de Bois abattue l'hiver précédent & très-remplie de seve, *ib.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 323
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
ART. III. Expérience faite sur des Bois de Chêne abattus depuis deux ans, 324
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 325
ART. IV. Expérience faite sur des Bois de Chêne abattus de l'hiver précédent, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 326
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, ibid.
§. 6. *VI. Opération*, ibid.
ART. V. Remarques sur les Expériences précédentes, *ibid.*
CHAP. VII. *Des Etuves à ployer les Bordages par le sable chaud, & humecté d'eau bouillante*, 327
ART. I. Idée générale de l'Etuve au sable, *ibid.*
ART. II. Descr. de cette Etuve, 328
ART. III. Dimensions principales de cette Etuve, 332
ART. IV. Réflexions sur la construction de cette Etuve, 333
ART. V. Remarques sur le service de l'Etuve au sable, 336
ART. VI. Expérience faite avec du Bois de Chêne à demi-sec qu'on avoit conservé pendant trois ans sous un hangar, & qu'on mit dans l'étuve au sable sans l'humecter, 339
§. 1. *I. Opération*, 340
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 341
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
ART. VII. Expérience faite avec des Bois abattus de l'hiver précédent, & qui ont été étuvés dans le sable sec, 342
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 343
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, 344
ART. VIII. Expérience faite avec des Bois abattus depuis trois ans, & qui, après avoir été conservés ce temps sous un hangar aéré, ont été mis à l'étuve au sable, & arrosés d'eau bouillante, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 345
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
ART. IX. Expériences faites sur des Bois abattus de l'hiver précédent, mis à l'étuve au sable, & arrosés d'eau bouillante, 346
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 347
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
ART. X. Expérience faite avec des Madriers de cœur de Chêne

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 30 sur 651

abattus l'hiver précédent, & étuvés au ſable ſans être arroſés, *ib.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 348
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.

ART. XI. Expérience faite ſur un Madrier pareil au précédent, mais abattu l'hiver 1732, & mis à ſec dans l'étuve au ſable, 349
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.

ART. XII. Expér. faite ſur un Madrier de Chêne pareil à ceux dont on vient de parler; mais abattu l'hiver précédent, & étuvé dans le ſable arroſé d'eau bouillante, 350
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, ibid.

ART. XIII. Expérience faite avec un Madrier de mêmes dimenſions que le précédent, mais qui, après avoir été abattu l'hiver 1732, a été mis dans le ſable chaud & arroſé d'eau bouillante, 351
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, 352

ART. XIV. Expérience faite avec 4 Madriers paſſés à l'étuve au ſable & arroſés d'eau bouillante, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, 353

ART. XV. Expérience faite à Toulon ſur cinq Bordages d'Italie, de dix pieds de longueur, 11 pouces de largeur, & trois pouces & demi d'épaiſſeur, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, ibid.
§. 4. *IV. Opération*, 354

ART. XVI. Expérience faite à Toulon ſur ſix Pieces de bois de 10 pieds de longueur, 12 pouces de largeur & 11 d'épaiſſeur, *ibid.*
§. 1. *I. Opération*, ibid.
§. 2. *II. Opération*, ibid.
§. 3. *III. Opération*, 355
§. 4. *IV. Opération*, ibid.
§. 5. *V. Opération*, ibid.

CHAP. VIII. *Des avantages que peuvent procurer les grandes Etuves dont nous venons de parler, & Réponſes aux objections qu'on a formées ſur cet Etabliſſement*, 356

ART. I. Le Chauffage de l'Etuve ne coûte preſque rien, 357

ART. II. On n'a pas beſoin de paſſer la nuit dans l'Arſenal, & il faut peu de monde pour ſoigner l'Etuve, 358

ART. III. En prenant les précautions convenables, on peut mettre les Bordages en place ſans courir riſque de les rompre, 359

ART. IV. Au moyen de l'Etuve, on peut faire une grande économie ſur le Bois, 361

ART. V. Les Bordages étuvés qu'on a mis en place avec force, ne tendent point à ſe redreſſer, 362

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre III, 363

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 31 sur 651

LIVRE QUATRIEME.

Des Bois deſtinés pour les Rames & les Mâtures ; & de la Conſervation des Mâts. *Page* 369

CHAP. I. *Des Bois deſtinés pour les Rames*, ibid.
CHAP. II. *Des Bois deſtinés pour les Mâtures*, 375
CHAP. III. *De la Conſervation des Mâts*, 384
Explication des Planches & des Figures du Livre IV, 406

LIVRE CINQUIEME.

De la Force des Bois, ſoit d'une piece, ſoit d'aſſemblage, les uns & les autres de différentes groſſeurs, *Page* 409

CHAP. I. *Précautions pour rendre les Expér. exactes*, 411
CHAP. II. *Réflexions ſur la réſiſtance des Fibres ligneuſes, d'où réſulte la force des Bois*, 412
Art. I. Préparations pour les Expériences qui vont ſuivre, 419
Art. II. Suite d'Expériences qui prouvent qu'une partie des fibres d'une piece qu'on charge, eſt en condenſation, pendant que l'autre eſt en dilatation, 420
§. 1. *Premiere Expérience pour reconnoître la force de ſix Barreaux entiers*, ibid.
Remarque, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience pour connoître la force des Barreaux ſciés en deſſus d'un tiers de leur épaiſſeur*, 421
Remarque, 421
§. 3. *Troiſieme Expérience pour connoître la force des Barreaux ſciés en deſſus de la moitié de leur épaiſſeur*, ibid.
Remarque, ibid.
§. 4. *Quatrieme Expérience pour connoître la force de Barreaux qui ſeroient ſciés aux trois quarts de leur épaiſſeur*, 422
Remarque, *ibid.*
Art. III. Où l'on eſſaye de connoître ſi l'élargiſſement de l'entaille vient de la tenſion ou du refoulement des fibres ligneuſes, 425
§. 1. *Expériences faites avec des Barreaux ſciés à différentes profondeurs*, 426
Réſumé, 428
§. 2. *Expér. à peu près du même genre que les précédentes*, ibid.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 32 sur 651

Remarques, 429
CHAP. III. *Examen de la force de quelques Bois de Chêne de différentes qualités*, ibid.
ART. I. Préparation pour parvenir à faire cette comparaison avec exactitude, *ibid.*
ART. II. Expériences sur des Bois de Chêne de différentes qualités, 430
§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience*, ibid.
Remarque, 431
§. 3. *Troisieme Expérience*, ibid.
§. 4. *Quatrieme Expérience*, 432
Remarque, *ibid.*
§. 5. *Cinquieme Expérience*, 433
Remarques, *ibid.*
§. 6. *Sixieme Expérience*, 434
Remarques, *ibid.*
§. 7. *Septieme Expérience*, 435
Remarques, *ibid.*
§. 8. *Huitieme Expérience*, 436
Remarques, *ibid.*
§. 9. *Neuvieme Expérience*, ibid.
Remarque, 437
§. 10. *Dixieme Expérience*, ibid.
Remarques, *ibid.*
§. 11. *Conséquences des précédentes Expériences*, 438
CHAP. IV. *Examen de la force de quelques Bois de l'Isle de France, fait par* M. DE COSSIGNY, *Directeur des Fortifications de Besançon, & Correspondant de l'Académie Royale des Sciences*, 439
ART. I. Suite 1re d'Expér. *ibid.*
ART. II. Suite 2de d'Expér. 440
ART. III. Suite 3e d'Expér. 441
ART. IV. Suite 4e d'Expér. 442
CHAP. V. *Dans lequel on se propose d'examiner si dans les mâts du Nord le bois de la circonférence est plus ou moins fort que celui du centre; si les fentes diminuent beaucoup la force des Pieces, & si le bois sec est aussi fort que le bois un peu humide*, 443
ART. I. Suite d'Expériences pour connoître, à l'égard des Pins du Nord, dans quelle partie du tronc le bois a le plus de force; & quel est l'affoiblissement que les gerces & les fentes causent aux pieces de Mâture, 444
§. 1. *Préparation pour rendre les Expériences exactes*, ibid.
§. 2. *Premiere Expérience sur huit Barreaux côtés* E *à la figure* 22, *Pl. XXII*, 448
§. 3. *Seconde Expér. sur* 16 *Rondins* D (Fig. 22) *dont* 8 *avoient des fentes qui entroient jusqu'au centre, &* D 8 *étoient sans fentes. Tous avoient* 17 *cercles annuels*, 449
§. 4. *Troisieme Expérience sur seize Rondins* C, *huit sans fentes & huit avec des fentes. Tous avoient vingt cercles annuels*, ibid.
§. 5. *Quatrieme Expér. sur* 16 *Rondins* B, *huit sans fentes & huit avec des fentes*, 450
§. 6. *Cinquieme Expérience sur* 16 *Rondins* A, 8 *sans fente & huit avec des fentes*, ibid.
§. 7. *Récapitulation des Forces moyennes*, ibid.
ART. II. Expériences faites dans les mêmes vues que les précédentes, & pour connoître de plus si le

bois ſec eſt auſſi fort que le bois un peu humide, 451
§. 1. *Premiere Expérience ſur huit Rondins* E, *qui avoient 18 cercles de végétation*, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience ſur huit Rondins* D, *qui avoient 18 cercles annuels*, ibid.
§. 3. *Troiſieme Expérience ſur huit Rondins* C, *qui avoient 20 cercles annuels*, ibid.
§. 4. *Quatrieme Expérience ſur huit Rondins* B, *qui avoient 33 cercles annuels*, 452
§. 5. *Cinquieme Expérience ſur huit Rondins* A, *qui avoient 30 cercles annuels*, ibid.
§. 6. *Table des Forces moyennes des bois ſecs*, ibid.
§. 7. *Table des Forces moyennes de tous les Barreaux qui n'avoient point de fentes, mais qui étoient plus ou moins ſecs, énoncés dans la Table de l'Article I. §. 7. & de l'Article II. §. 6.* ibid.
ART. III. Conſéquences qu'on peut tirer de ces Expériences, 453
CHAP. VI. *Expériences pour connoître, dans les Barreaux d'une ſeule piece, quel eſt le rapport de la force abſolue des Barreaux d'une même longueur & d'un même volume, dont les uns ſeroient ronds, & les autres équarris; & de plus quelle eſt la courbure que les uns & les autres prennent, étant chargés de différents poids, juſqu'à celui qui peut les faire rompre*, 459
ART. I. Préparation, *ibid.*
ART. II. Premiere ſuite d'Expér. faites ſur des Barreaux ronds, 460
§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience*, 461
§. 3. *Troiſieme Expérience*, ibid.
ART. III. Seconde ſuite d'Expériences faites avec des Barreaux quarrés, *ibid.*
§. 1. *Premiere Expérience*, ibid.
§. 2. *Seconde Expérience*, 463
§. 3. *Troiſieme Experience*, 464
ART. IV. Conſéquences qu'on peut tirer des Expér. précédentes, 465
CHAP. VII. *Expériences pour connoître dans les Barreaux ſimples, ou d'une ſeule piece, quelle eſt leur force & la courbure qu'ils prennent étant chargés de différents poids, ſoit qu'on emploie des barreaux de même largeur & de différentes épaiſſeurs, ſoit qu'on emploie des barreaux d'une même épaiſſeur & de différentes largeurs*, 466
ART. I. Préparation, 467
ART. II. Barreaux de largeur égale, & de hauteurs inégales, *ibid.*
ART. III. Barreaux de hauteur égale, & de largeurs inégales, 469
ART. IV. Récapitulation, & comparaiſon de la force des barreaux de même maſſe, qui ne différoient que par leur poſition ſous la charge, 470
ART. V. Autres Expériences faites dans les mêmes vues que les précédentes, pour connoître dans les

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 34 sur 651

barreaux de même volume, quelle eſt la forme d'équarriſſage qui les rend capables d'une plus grande réſiſtance, 471

Art. VI. Expériences pour connoître quelle eſt la force d'un Barreau d'une piece, comparé à un autre qui ſeroit formé de trois planches collées les unes ſur les autres, & chargées de champ, 472

§. 1. *Elaſticité & force d'un Barreau d'une piece, & des dimenſions que nous venons de rapporter*, ibid.

§. 2. *Elaſticité & force d'un Barreau formé de trois planches collées les unes ſur les autres & poſées de champ, ayant les mêmes dimenſions que la piece précédente*, 473

Art. VII. Expériences faites pour éprouver la force des Barreaux d'une ſeule piece, & de même équarriſſage, mais de différentes longueurs, 474

Remarque, 475

Art. VIII. Expér. faites dans les mêmes vues que les précédentes, *ib.*

CHAP. VIII. *Des Barreaux d'aſſemblage qu'on nomme* Armés, 476

Art. I. Préparation pour les Expériences, 482

Art. II. Expériences pour connoître la force de reſſort & la force abſolue des Barreaux armés, comparées à celles des Barreaux qui ſont d'une ſeule piece, 483

Conſéquences des précédentes Expériences, 484

Art. III. Expériences pour mettre en comparaiſon deux Barreaux auxquels on avoit fait trois traits de ſcie, pour leur faire prendre une courbure pareille à celle de deux pieces armées à l'ordinaire qu'on vouloit leur comparer, *ibid.*

Conſéquences des Expériences précédentes, 485

Art. IV. Expériences pour connoître quelle doit être la profondeur des endents, afin que les pieces armées ſoient capables d'une plus grande réſiſtance, 486

§. 1. *Pieces dont les endents avoient une ligne de profondeur*, 487

§. 2. *Pieces dont les endents avoient deux lignes de profondeur*, ibid.

§. 3. *Pieces dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur*, ibid.

Art. V. Expériences pour connoître dans les Poutres armées, quelle doit être la profondeur des endents, relativement au volume du bois qu'on veut employer, *ibid.*

§. 1. *Premiere Expérience*, 488

§. 2. *Seconde Expérience*, ibid.

§. 3. *Troiſieme Expérience*, 489

§. 4. *Quatrieme Expérience*, ibid.

§. 5. *Cinquieme Expérience*, ibid.

§. 6. *Sixieme Expérience*, ibid.

§. 7. *Septieme Expérience*, 490

§. 8. *Remarques ſur les Expériences précédentes*, ibid.

Art. VI. Autre ſuite d'Expériences ſur des Barreaux armés & endentés à différentes profondeurs, 491

§. 1. *Pieces dont les endents avoient une ligne de pro-*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 35 sur 651

fondeur ; 491
§. 2. *Pieces dont les endents avoient deux lignes de profondeur*, ibid.
§. 3. *Pieces dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur*, 492
§. 4. *Remarques ſur les Expériences précédentes*, ibid.
ART. VII. Autre ſuite d'Expériences ſur des Barreaux armés qui avoient des endents de différentes profondeurs, *ibid.*
§. 1. *Barreaux dont les endents avoient une ligne de profondeur*, ibid.
§. 2. *Barreaux dont les endents avoient deux lignes de profondeur*, ibid.
§. 3. *Barreaux dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur*, 493
§. 4. *Remarques ſur les Expériences précédentes*, ibid.
ART. VIII. Autres Expériences dans leſquelles on a fait les endents des Barreaux de différentes profondeurs, 494
ART. IX. Suite d'Expériences faites avec du bois de Chêne, pour connoître quelle profondeur il faut donner aux endents, relativement à la groſſeur des pieces, 495
§. 1. *Premiere Expérience*, 496
§. 2. *Seconde Expérience*, ibid.
§. 3. *Troiſieme Expérience*, 497
§. 4. *Quatrieme Expérience*, ibid.
§. 5. *Cinquieme Expérience*, ibid.
§. 6. *Sixieme Expérience*, ibid.
§. 7. *Septieme Expérience*, 498
§. 8. *Conſéquences des Expériences précédentes*, ibid.
ART. X. Réſultat des Expériences que nous avons faites pour connoître s'il étoit à propos de beaucoup multiplier le nombre des endents, 499
ART. XI. Expériences pour connoître quelle épaiſſeur relative on doit donner aux méches & aux pieces d'armure, *ibid.*
§. 1. *Suite 1re d'Expér.* ibid.
§. 2. *Suite 2e d'Expér.* 500
§. 3. *Suite 3e d'Expér.* 501
§. 4. *Suite 4e d'Expér.* ibid.
§. 5. *Suite 5e d'Expér.* ibid.
§. 6. *Suite 6e d'Expér.* 502
§. 7. *Conſéquences qu'on peut tirer des Expériences précédentes*, 503
ART. XII. Obſervations ſur la façon dont les Barreaux ont rompu, 504
ART. XIII. Expér. pour connoître l'effet de la contraction des fibres qui ſont en refoulement, 505
§. 1. *Suite 1re d'Expér.* ibid.
§. 2. *Suite 2e d'Expér.* 506
§. 3. *Remarques ſur l'action des fibres ligneuſes, lorſque les Barreaux armés ſont chargés*, 509
ART. XIV. Expériences pour s'aſſurer ſi l'on peut augmenter la force des Barreaux armés en mettant une petite engraiſſe ſur la réunion des deux armures, 512
AAT. XV. Comparaiſon des Barreaux armés à l'ordinaire, dont l'armure n'eſt que de deux pieces, avec des Barreaux dont l'armure eſt de trois pieces, 513
ART. XVI. Récapitulation de ce qui a été traité dans ce Chap. *ibid.*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 36 sur 651

CHAP. IX. *Des Armures variées de différentes façons*, 515
ART. I. Expérience sur des Barreaux armés de deux pieces avec des endents obliques, 516
ART. II. Expérience sur des Barreaux armés de deux pieces avec des endents en dés, *ibid.*
ART. III. Conséquences des Expériences précédentes, *ibid.*
ART. IV. Expérience sur un Barreau armé de trois pieces, avec des endents obliques, 517
ART. V. Conséquences de l'Expérience précédente, *ibid.*
ART. VI. Expériences sur des Barreaux armés de trois pieces, avec des endents en dés, *ibid.*
ART. VII. Conséquences de l'Expérience précédente, 518
ART. VIII. Expérience sur des Barreaux à meche de deux pieces & endents en dés, *ibid.*
ART. IX. Observations sur l'Expérience précédente, 519
ART. X. Expériences sur des Barreaux à meche de trois pieces, & des endents obliques & en dés, *ib.*
ART. XI. Conséquences des Expériences précédentes, 520
CHAP. X. *Continuation des Expériences sur les Barreaux armés de différentes façons*, 521
ART. I. Expérience sur des Barreaux droits de trois pieces, avec des endents obliques, *ibid.*
ART. II. Expérience sur des Barreaux droits de deux pieces, avec des endents en dés, *ibid.*
ART. III. Expérience sur des Barreaux droits, dont les meches étoient de quatre pieces, 522
ART. IV. Expérience sur des Barreaux courbes, dont la meche étoit d'une piece, 523
ART. V. Expérience sur des Barreaux courbes, dont la méche étoit de trois pieces, *ibid.*
ART. VI. Expérience sur des Barreaux à fortes empatures, *ibid.*
ART. VII. Remarques sur les Expériences précédentes, 524
CHAP. XI. *Conséquences & applications utiles des connoissances qu'on a acquises sur la force des Bois*, 527
ART. I. Moyens de fortifier les pieces de Charpente par des décharges, 530
ART. II. Moyens de fortifier les Mâts, 532
ART. III. Moyens de conserver aux Galeres leur Tonture par des Armures, 534
ART. IV. Application de ces principes aux Vaisseaux, 543
EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre V, 545

Fin de la Table.

ERRATA.

Page 40, *lig.* 16, entre d'autres de 18 pieds; *lisez*, en tout de 18 pieds.

DU

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 37 sur 651

DU TRANSPORT *DES BOIS,*

ET

DE LEUR CONSERVATION.

LIVRE PREMIER.

Du Tranſport des Bois.

INTRODUCTION.

Il y a un très-grand nombre d'eſpeces de Bois dont on fait uſage dans les Arts. Nous n'avons point parlé, & nous ne devons rien dire des Bois étrangers qu'on ne peut naturaliſer dans notre climat, quoiqu'ils entrent dans le Commerce & qu'ils ſoient employés utilement, ſoit pour les médicaments, ſoit pour les Teintures ou la Marqueterie, &c. Mais nous avons

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 38 sur 651

ſuffiſamment parlé dans les Volumes précédents (*), des Arbres naturels à notre climat ou qui y ont été naturaliſés, tant des Bois durs, comme le Chêne, l'Yeuſe, l'Orme, le Noyer, le Hêtre, le Frêne, le faux-Acacia, le Platane, le Micocoulier, le Meriſier, le bois de Sainte-Lucie, le Charme, l'Érable, le Mûrier, le Cormier, l'Aliſier, le Cornouiller, le Nêflier, les Sauvageons Poirier & Pommier, &c; que des Bois blancs, tendres & légers, tels que le Tilleul, l'Aune, les différentes eſpeces de Peupliers, le Bouleau, le Châtaignier, le Marronnier d'Inde, le Saule; & enfin les arbres réſineux, Pins, Sapins ou Picéas, les Melezes, le Cedre du Liban, les vrais Cedres, les Cyprès, l'If, & beaucoup d'autres eſpeces d'arbres dont les uns quittent leurs feuilles & les autres les conſervent en hiver.

Après avoir fait connoître les différentes eſpeces d'arbres & enſeigné leur culture, la façon de les élever, de les multiplier, de les entretenir pendant leur accroiſſement, j'ai expliqué à l'occaſion de l'exploitation ce qu'on entend par Bois en *peuil* ou *fauchillons*, qui n'ont pas acquis l'âge de trois ans, les Bois *taillis*, qui ont depuis neuf ans juſqu'à trente ans, les Bois dits *hauts-taillis*, *de haut revenu* ou *demi-futaie*, qui ont depuis trente ou quarante ans juſqu'à ſoixante, les Bois de *haute-futaie*, que l'on compte depuis ſoixante juſqu'à cent, cent cinquante ans & plus; enfin les *vieilles futaies* en retour ou ſur le retour, & qui commencent à dépérir.

J'ai auſſi expliqué ce qu'on entend par *Bois mort*, qui eſt ſans ſeve & qui ne végete plus, pour le diſtinguer de ce qu'on appelle *Mort-Bois*, qui eſt le Bois de quelques arbriſſeaux de peu de valeur. J'ai auſſi parlé des défauts des Arbres ſur pied, tels

(*) Dans le Traité des Arbres & Arbuſtes; dans celui des Semis & Plantations, & en dernier lieu dans le Traité de l'Exploitation des Forêts.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 39 sur 651

que ceux qui ſont *avortés*, *abougris* ou *rabougris*; ceux qui ont été brûlés ſur pied, qu'on nomme *Arſins*; ceux qui ont été ou rompus ou renverſés par le vent, qu'on nomme *Volis*, *Chablis*, *Chablés* ou *Caablés* verſés & *encroués*; les Bois qu'on a fait mourir par délit & forfaiture, qu'on nomme *Bois de condamnation* ou *Charmés*.

Nous avons dit que les Bois *de touche* ou *Marmanteaux*, ſont ceux qui ſervent à la décoration des Châteaux & Maiſons de Campagne; que les Bois *en défend*, *défenſables* ou *en réſerve* ſont ceux qu'il eſt expreſſément défendu d'abattre ou d'endommager.

Après avoir ainſi conſidéré les Bois ſur pied, vifs, en état de végétation, & me propoſant de faire connoître le profit qu'on peut en tirer en les exploitant, je me ſuis d'abord renfermé dans la diſtinction des Bois en taillis & futaies. Les taillis fourniſſent, ſuivant leur grandeur, des harts ou rouettes, des fagots, des échalas de brin, des perches pour les trains, des cerceaux, des cotrets, de la corde à charbon & de la corde parée, des rondins, des ſerches pour les cribles, des fourches, des bâtons pour les écuyers des eſcaliers, ou des manches de houſſoirs, qu'on appelle *Bois de pique* parce qu'ils ſervent auſſi à faire des hampes de piques & d'eſpontons, &c.

Après avoir expliqué comment les Bûcherons doivent abattre les taillis, nous avons donné la façon d'en faire toutes les différentes marchandiſes qui peuvent les rendre utiles aux Propriétaires. Nous avons enſuite paſſé à l'exploitation des Bois plus gros, de ceux qu'on emploie à faire des chevrons de brin, des ridelles, des limons de charrette, des hêtres refendus en deux pour en faire des rames pour la navigation, du Bois en grume pour le Charronnage; enfin du Bois en bûches de compte, de moule ou de corde, tant en rondins qu'en quartiers. Nous

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 40 sur 651

avons détaillé enſuite comment on doit abattre les gros arbres, comment on doit les débiter pour le Charronnage ou pour l'uſage de l'Artillerie; la façon de les équarrir pour les ouvrages de Charpente ou de conſtruction des Vaiſſeaux; les différentes méthodes de les refendre à la ſcie de long pour en faire des ſolives, des chevrons, des planches ou des membrures, &c; la façon de travailler les ouvrages de fente, les perches, les échalas, les gournables, le douvain, le traverſain pour les futailles & barrils; les ſerches & enfonçures pour la Boiſſelerie; les bardeaux, paliſſons, lattes, barreaux de Moulin, &c.

Enſuite nous avons donné la façon d'ouvrer & de travailler tous les Bois qu'on nomme *de Raclerie*, tels ſont les ſabots, les talons de ſouliers, les ſemelles de galoches, les bâts de bêtes de charge, les attelles de colliers, les arçons de ſelle, panneaux de ſoufflets, bois de lanterne, lattes pour les fourreaux d'épée, battoirs de leſſive, pelles à four, pelles d'écurie, pelles pour remuer les grains, les ſebilles, moules à ſuif, cuillers à pot, égrugeoires, bois de raquettes (*), copeaux pour les Gaîniers, & ceux dont les Marchands de Vin font uſage, &c.

Quand tous les Ouvrages dont nous venons de parler ſont faits, il eſt queſtion de les tranſporter, ſoit aux lieux où on en fait la conſommation, ſoit au bord des rivieres navigables pour les conduire dans les grandes villes où doit s'en faire le débit. C'eſt de cet objet que nous allons maintenant nous occuper; mais je crois devoir commencer par donner ici un détail des priviléges qui ont été accordés aux Marchands Ventiers, pour faciliter la tirée de leurs Bois & la vuidange des ventes.

(*) Les meilleurs bois de Raquettes ſont faits de menus Frênes fendus en deux: ils ſe vendent par paquets de groſſe & demi-groſſe, que les Ouvriers apportent ordinairement eux-mêmes pour les vendre aux Paulmiers.

CHAPITRE PREMIER.

Privileges accordés aux Marchands Ventiers *pour faciliter la vuidange des Ventes, & principalement pour favoriſer l'Approviſionnement de Paris.*

IL EST permis aux Marchands *Ventiers* qui ont à faire tirer & ſortir leur bois des Forêts, de faire paſſer leurs charrettes & harnois ſur les terres qui ſe rencontrent depuis les Forêts juſqu'aux ports des rivieres navigables & flottables, en dédommageant néanmoins les Propriétaires, à dire d'experts : dès que les Marchands ont fait leur ſoumiſſion de payer le dommage, on ne peut ſaiſir ni arrêter leurs voitures.

Les Marchands de bois flotté ſont pareillement autoriſés à faire creuſer de nouveaux canaux & à ſe ſervir des eaux des étangs, en dédommageant les Propriétaires des terres & des étangs, à dire d'experts. Les mêmes Marchands peuvent faire jetter leur bois, à bois perdu, dans les rivieres & ruiſſeaux, en avertiſſant dix jours d'avance les Propriétaires qui ſe trouveront dans l'étendue du flot, par des publications aux Prônes des Paroiſſes, & en offrant de réparer les dommages qu'ils pourroient cauſer aux moulins, écluſes, chauſſées, &c.

Les Propriétaires riverains ſont tenus de laiſſer de chaque côté des rivieres & ruiſſeaux, un ſentier de quatre pieds de largeur, pour le paſſage des ouvriers qui pouſſent les bois à val de la riviere.

Il eſt permis aux Marchands de faire paſſer leurs bois au travers des étangs & des foſſés des Châteaux ; & les Propriétaires ſont obligés de tenir leurs parcs ouverts, ainſi que leurs baſſes-cours, pour le paſſage des ouvriers, toujours à la charge de dédommagement à dire d'experts.

Comme les Marchands doivent réparer les dommages qu'ils

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 42 sur 651

auroient faits aux chauſſées & écluſes des moulins, aux bords des rivieres, &c, ils ſont tenus d'en faire d'avance conſtater juridiquement l'état; & les Propriétaires obligés de mettre leurs rivieres en état; à faute de quoi, & de n'avoir pas obéi aux ſommations, les Marchands ſont autoriſés à faire les réparations néceſſaires, dont ils ſe rédiment enſuite ſur ce qu'ils auroient à payer aux Propriétaires pour les dommages de leur fait.

Le chommage des moulins en valeur & tournants, eſt eſtimé au plus à quarante ſols par jour.

Il eſt permis aux Marchands, de ſe ſervir des terreins voiſins des rivieres flottables ou navigables pour y faire des amas de leur bois, en payant aux Propriétaires dix-huit deniers par corde (*), ſi le terrein qu'ils occupent eſt en pré, & un ſol ſeulement par corde ſi ces terres ſont en labour; & ce, pendant chaque année que le bois occupera le terrein: & pour faciliter le payement de ce loyer, les Marchands ſont obligés d'empiler les bois à leur marque par piles détachées, qui doivent être de huit pieds de hauteur ſur quinze toiſes de longueur; moyennant cette ſomme, les Propriétaires ſont obligés de laiſſer paſſer ſur leurs héritages les ouvriers qui font l'empilage ou qui façonnent les trains, ainſi que les voitures qui apportent les rouettes & les perches.

CHAPITRE II.

Du Tranſport des Bois ouvrés ou non ouvrés qui ne forment pas un gros volume.

IL EST clair que quand les bois ſont diviſés par petites maſſes, le tranſport en eſt beaucoup plus facile que quand ils forment un gros volume. C'eſt pourquoi quand les ventes ſont fort éloignées du lieu du débit, ou quand les chemins ſont très-mau-

(*) J'ignore ſi cette taxe eſt uniforme dans toutes les Provinces du Royaume.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 43 sur 651

vais, on eſt obligé de faire ouvrer & travailler dans les Forêts les bois qu'on y exploite; & c'eſt du tranſport de ces ſortes de bois que nous allons parler dans les Articles ſuivants.

ARTICLE I. *Du tranſport des Ouvrages de Raclerie.*

COMME les Ouvrages de Raclerie ne forment que de petites maſſes, le tranſport en eſt toujours facile. Si, cependant, les chemins ſont difficiles, on en charge des bêtes de ſomme qui les tranſportent, ſoit aux villes voiſines pour en fournir les ouvriers, ſoit aux bords des rivieres où on les charge ſur des bateaux : quand les chemins ſont praticables, il eſt plus expéditif d'en charger des charrettes à ridelles que de les tranſporter à ſomme.

On voit très-fréquemment arriver à Paris, au port de la Greve, des bateaux chargés de pelles, de bâts, d'attelles, de colliers, de panneaux de ſoufflets, &c. Dans ce tranſport, on prend la précaution de couvrir les bateaux de genêt, de paille ou de bannes de toile, pour défendre ces ouvrages de la pluie & du hâle, qui les feroient fendre, ce qui porteroit un grand préjudice au Marchand.

ARTICLE II. *Du tranſport des Ouvrages de Fente.*

COMME les Ouvrages de Fente, tels que les échalas, la latte, les ſerches & les enfonçures de boiſſeaux, les cercles des futailles, ſont des marchandiſes plus peſantes que les ouvrages de Raclerie, on les tire, autant qu'il eſt poſſible, des Forêts par charrois; cependant on eſt quelquefois obligé d'y employer des bêtes de ſomme (*Pl. I. fig.* 1 *&* 2). Il ſuffit de remarquer que quand on tranſporte ces ouvrages de fente par bateaux, on peut ſe diſpenſer de les garantir de la pluie & du hâle, parce qu'ils courent peu de riſque d'être endommagés par les fentes.

ARTICLE III. *Du tranſport du Charbon.*

LE CHARBON ſe tire ſouvent des Forêts à ſomme, tantôt dans de grands ſacs qui peſent environ 125 liv. & que l'on place en travers ſur le dos des chevaux (*Pl. I. fig. 3*), tantôt dans de plus petits ſacs qu'on empile de long ſur le bât des bêtes de charge (*Pl. I. fig. 4*). Ordinairement ces charges de charbon ſe vendent dans les lieux peu éloignés des Forêts.

Dans les villes où l'on exerce la police ſur cette denrée, on exige que les ſacs, grands ou petits, contiennent juſte une certaine meſure, comme mine, minot ou boiſſeau.

Mais quand il faut voiturer le charbon à des lieux plus éloignés, comme une ville ou un port où on en remplit des bateaux, on charge le charbon dans de grands fourgons garnis de claies (*Pl. I. fig. 5*). Pour que ces voitures en puiſſent contenir beaucoup, on éleve les claies plus haut que les ridelles; & quand on n'a pas à paſſer par des chemins où les ornieres ſoient profondes, on ſupprime l'enfonçure de ces fourgons, & on y forme un fond de claies bombées en deſſous, & retenues par des enlacements de cordes. Suivant l'uſage des pays, ces voitures ſont tantôt à deux roues (*Pl. I. fig. 5*), & tantôt à quatre (*fig. 6*). Pour la fourniture des groſſes forges qui conſomment beaucoup de charbon, on le voiture ordinairement dans des bannes jaugées (*fig. 7 & 8*) qui ſe déchargent par deſſous. On emploie quelquefois de pareilles bannes pour conduire le charbon aux ports, & l'on a, par ce moyen, la facilité de ſavoir plus préciſément, ſoit en poids, ſoit en meſure, la quantité de charbon qu'on tire de la Forêt; car ſouvent une banne de charbon contient 15 à 16 demi-queues de charbon, ce qui revient à 2500 liv. peſant.

Le charbon étant rendu au port d'une riviere navigable, par quelque voiture que ce ſoit, il faut enſuite le charger dans des bateaux. Si ces bateaux ſont grands, on dreſſe tout autour de fortes perches, ou de menues ridelles, qu'on éleve perpendiculairement aux bords (*fig. 9*); on les met à 6 ou 8 pieds de diſtance

distance les unes des autres, parce que c'est la grandeur des claies qui doivent retenir le charbon. On traverse ces perches verticales avec d'autres perches placées horizontalement, & liées aux premieres par des harts ou des rouettes : de plus, pour éviter que les perches d'un bord ne s'écartent de celles de l'autre par la charge du charbon, on les contient avec des cordes de tilleul qui traversent le bateau de distance en distance, même au travers du charbon, & on les attache aux perches verticales ; enfin, on revêt intérieurement tout ce bâti avec de fortes perches & des claies, après quoi on remplit de charbon toute cette capacité. Les bateaux qui sont moins grands, & qui viennent par les canaux, sont garnis seulement de perches de bois blanc à la hauteur d'une claie ; &, au lieu des cordes de tilleul, on met dans le charbon des perches de bois blanc.

Les bateaux qui descendent à Paris par la Seine, l'Oise & la Marne (*Pl. I. fig.* 10), sont plus forts que ceux qui y viennent par les canaux, & qu'on nomme de *Loire*. Les grands bateaux ont communément 14 à 15 toises de longueur sur 5 toises de largeur : on les charge comble jusqu'à 15 ou 16 pieds de hauteur au-dessus du plat-bord : ils contiennent 2 à 3000 voies de charbon. Ceux des canaux ont 17 à 18 toises de longueur, & 11 à 12 pieds de largeur par le bas; on ne les charge qu'à la hauteur d'une claie pour qu'ils puissent passer par les écluses : ceux-ci contiennent 6, 7 à 800 voies de charbon. Le charbon qui remonte la Seine est chargé dans de plus grands bateaux (*Fig.* 9) que celui qui descend cette riviere; ces bateaux sont chargés comble.

On amene le charbon à découvert ; le fond des bateaux est garni d'un plancher pour garantir le charbon de l'humidité, & pour faciliter le travail de la pelle quand on le décharge, ou lorsqu'on le mesure pour le vendre.

On distingue, à Paris, le charbon de bois par les lieux d'où on le tire : on estime beaucoup, par exemple, *le charbon d'Yonne* qu'on fait en Bourgogne avec du Cheneau souvent pelard ; on l'amene à Paris par la riviere d'Yonne dont il prend le nom.

On estime un peu moins *le charbon de Marne* qu'on fait en Champagne, & qui est communément de bois de quartier ou de gros rondin.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 46 sur 651

De même, on appelle *Charbon de Loire*, celui qui eſt fait aux bords de cette riviere, & qui arrive à Paris par le canal de Briare : comme ce charbon eſt gros, long & fait de toutes ſortes de bois, on l'eſtime peu.

Le *Charbon* qu'on nomme *de Seine*, parce qu'il eſt fait aux bords de cette riviere au-deſſus de Paris, eſt à peu près de même qualité que celui de Loire.

A l'égard du charbon qui eſt fait, ſoit en Normandie, ſoit en Picardie, & dont les bateaux remontent la Seine, on le nomme *Charbon de l'Ecole*, à cauſe du port de ce nom où on le décharge à Paris : il eſt de même nature que celui de Loire, c'eſt-à-dire, fait de toutes ſortes de bois.

Les charbons qui ſe font dans la forêt de Crecy-en-Brie, dans les bois de Tournon, d'Auxois, de Ferriere, de Chevreuſe, arrivent à Paris par terre, dans des charrettes garnies de claies, ou à ſomme dans des ſacs.

Dans la plûpart des Provinces où l'on n'exerce pas de police ſur le charbon, on ne le vend pas dans des bannes jaugées : on le débite dans des ſacs de différentes grandeurs, & qui n'ont point de meſure préciſe : c'eſt à l'acquéreur à juger, par habitude, de la grandeur de ces ſacs, & de ce qu'ils peuvent contenir. Mais à Paris, il faut, comme je l'ai dit, que les ſacs contiennent juſte une certaine meſure ; tout le charbon qui ſe vend, ou ſur les ports dans les bateaux, ou ſur le pavé, eſt vendu à la meſure. Le *minot* contient huit boiſſeaux ; le *boiſſeau*, deux demi-boiſſeaux ou quatre quarts de boiſſeau ; les deux minots font une *mine* ; & vingt mines font le *muid* : le minot doit avoir 11 pouces 9 lignes de hauteur en dedans, ſur un pied 2 pouces 8 lignes de diametre ; les deux minots, ou la mine, forment un ſac qui peſe à peu-près 120 livres : c'eſt ce que l'on appelle *charge* ou *voie de Charbon* ; & c'eſt ce qu'un homme de force ordinaire peut porter.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 47 sur 651

ARTICLE IV. *Du tranſport des Perches, Fagots, Cotrets & autres menus Bois.*

TOUS ces bois ſe tirent des Forêts à ſomme, ou plus communément par charrois ; on les voiture ainſi aux endroits où l'on doit en faire la conſommation, ou aux ports des rivieres navigables ; & là on en charge des bateaux.

A l'égard des *échalas* ou *charniers* (*) de brin ou de fente, on arrange les bottes de long dans des charrettes à ridelles : comme cette marchandiſe eſt peſante, une charrette remplie de bottes d'échalas juſqu'au deſſus des ridelles, fait une charge pour le tirage de 3 ou 4 chevaux.

Les *cotrets* ſe tirent de la même maniere des Forêts, ou ſur des charrettes à deux roues, ou ſur des chariots à quatre roues.

A l'égard des *fagots*, comme ils encombrent beaucoup ſans faire un grand poids, on en remplit le corps de la voiture entre les ridelles, en les arrangeant de long ; enſuite, quand on eſt plus élevé que les ridelles ou les roues, on place les fagots en travers, on en forme une pile aſſez haute, que l'on retient par un cordage qu'on ſerre le plus qu'il eſt poſſible, ou on emploie une forte perche, dont un bout eſt paſſé dans une échelette qui eſt au-devant de la voiture, & le bout oppoſé eſt aſſujetti par une corde. Dans d'autres endroits, pour augmenter l'élévation des ridelles, on diſpoſe en dedans, le long des ridelles, un rang de fagots mis debout ; ces fagots, en s'écartant un peu les uns des autres par le haut, forment une grande cavité qu'on remplit de fagots couchés, ſuivant la longueur de la voiture. Cette façon de charger les fagots évite d'employer des cordages pour les aſſujettir ; mais une voiture ordinaire, ainſi chargée, peut à peine contenir de quoi faire le tirage de deux chevaux de moyenne force, pour peu que les chemins ſoient praticables. La plus grande difficulté qu'il y ait à voiturer les fagots, eſt que les voitures chargées fort haut ſont

(*) Ce qu'on appelle à Paris *Echalas*, ſe nomme dans l'Orléanois *Charnier*, dans le Bourdelois *Œuvre*, ailleurs *Paiſſeau*, &c.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 48 sur 651

très-ſujettes à verſer lorſque les routes ſont étroites, que les ornieres ſont profondes, ou quand il faut traverſer des foſſés.

La maniere de charger les bateaux avec des fagots, eſt d'en remplir d'abord le fond juſqu'au plat-bord, empilés & placés de long; enſuite, quand on eſt parvenu à la hauteur du plat-bord, on met, ſur les deux bords, des fagots entaſſés en travers, de façon qu'ils débordent un peu le bateau des deux côtés; on remplit le milieu avec des fagots poſés en long, ce que l'on continue juſqu'à ce que le bateau entre aſſez dans l'eau. Comme les fagots ſont légers, & qu'il faudroit, pour la charge d'un bateau, les empiler fort haut, ſouvent on met du bois de corde dans le fond.

ARTICLE V. *Du tranſport des Bois de chauffage par terre.*

ON FAÇONNE & on corde le bois à brûler dans les Forêts, comme nous l'avons expliqué dans le Traité *de l'Exploitation des Bois*; mais il faut enſuite l'en tirer pour le voiturer, ſoit directement aux lieux où il doit être conſommé, ſoit aux bords des rivieres, d'où on le tranſporte quelquefois fort loin.

Comme le bois à brûler eſt peſant, on en tranſporte peu à ſomme: quelques pauvres gens viennent prendre le plus menu qu'ils tranſportent ſur des ânes, ou de petits mulets, pour aller le vendre dans les lieux peu éloignés. Mais le tranſport ſe fait ordinairement par charrois, ſoit avec des chariots, ſoit avec d'autres voitures à deux roues, ſuivant l'uſage du pays. Aſſez ſouvent ce tranſport ſe fait ſur des voitures garnies de ridelles; en ce cas, on arrange en long les morceaux de bois; &, ſuivant la longueur de la voiture, & celle du bois qui varie ſelon l'uſage des différentes Forêts, on met bout à bout trois ou quatre bûches, ayant l'attention de mettre à chaque extrémité de la charrette, à l'avant & à l'arriere, une bûche en travers pour élever le bout des bûches qui ſont poſées dans leur longueur, afin qu'elles ne coulent point dans les montées & les deſcentes du tranſport.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 49 sur 651

Assez souvent les Marchands de bois, ou les Tiérachiens qui entreprennent de tirer les bois des Forêts, se servent de charrettes (*Pl. I. fig.* 11) qui ne sont garnies de ridelles que vers les roues; à cet endroit ils mettent le bois suivant la longueur de la voiture; & à l'avant, ainsi qu'à l'arriere, ils le posent en travers: une chaîne, ou une lieure de corde, ou des ranchées (comme on le voit dans la Figure 11), empêchent que le bois ne s'écroule. Ces sortes de voitures sont ordinairement légeres & fort commodes dans les mauvais chemins, dont elles se tirent mieux que toute autre. De quelque voiture qu'on se soit servi, quand le bois est rendu au bord des rivieres, on en forme des piles séparées les unes des autres, & ces piles doivent toutes avoir 8 pieds de hauteur sur 15 toises de longueur: elles doivent contenir 22 cordes de bois; ce qui est commode, & pour les Marchands qui payent tous leurs ouvriers à la corde, & pour les Propriétaires du terrein, à qui les Marchands sont tenus de payer un droit fixé pour chaque corde de bois, selon l'usage du pays.

Les Forêts qui fourniſſent le plus de bois à brûler pour Paris, sont celles de Lorraine, de Champagne, de Bourgogne, de Brie, de Picardie & de Normandie.

ARTICLE VI. *Du Bois à brûler qu'on transporte par bateaux.*

ON CHARGE le bois à brûler sur des bateaux comme on y charge les fagots; c'est-à-dire, que quand on a rempli le fond avec des bûches posées de longueur, on en arrange de travers sur les plats-bords des deux côtés, & le milieu se remplit avec des bûches placées en long. On ne les empile pas aussi haut que les fagots, parce qu'il n'en faut pas autant pour faire la charge d'un bateau. Il y a des bateaux qui descendent la riviere en suivant le cours de l'eau (*fig.* 10); & d'autres qui la remontent, à l'aide des chevaux ou des bœufs (*fig.* 9).

Ce bois, arrivé ainsi par bateaux, se nomme, à Paris, *Bois neuf:* on le décharge à l'Isle Louvier, au port de la Tournelle,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 50 sur 651

au port de l'Ecole, &c. Le bois qui arrive par charrois eſt auſſi appellé *Bois neuf ;* il eſt ordinairement deſtiné pour des proviſions particulieres.

Quand il arrive un bateau chargé de bois de différentes qualités, les Marchands ſont tenus, en le déchargeant, d'empiler ces bois ſéparément ; car il leur eſt défendu de mêler dans le bois qu'ils vendent à la membrure, plus d'un tiers de bois blanc, tel que l'Aune, le Bouleau, le Peuplier, le Tilleul, le Saule : ſi un Marchand ſe trouve ſurchargé de bois blanc, il doit le vendre à part, & à meilleur marché que le bon bois, qui eſt le Hêtre, le Chêne, le Charme, le Frêne, l'Aliſier, les Sauvageons-Poirier & Pommier, &c. L'Orme eſt auſſi regardé comme bois dur parmi celui que l'on vend à la corde ou à la voie. Ce ſont ordinairement les Boulengers, les Rôtiſſeurs, les Pâtiſſiers, les Potiers de terre, les Plâtriers, &c, qui achetent les bois blancs ; car quand ces bois tendres ſont ſecs, ils brûlent très-vîte, & donnent une flamme vive qui chauffe beaucoup : les Tourneurs en bois tendre, les ouvriers qui font des talons de ſouliers & des ſemelles de galoches, achetent auſſi cette ſorte de bois pour le travailler.

Le *Bois pelard*, c'eſt-à-dire, celui dont l'écorce a été enlevée ſur pied pour en faire du tan, eſt mis au nombre des bois neufs ; il eſt menu, & communément il ſe conſomme par les Cuiſiniers, Pâtiſſiers, Boulengers & par les Rôtiſſeurs. Ce bois, qui eſt fort ſec & de pur chêneau, fait beaucoup de flamme & un feu très-ardent. Tous les bois dont nous venons de parler ſe vendent à la voie, meſurés dans une *membrure* (*Pl. I. fig.* 12), comme nous l'expliquerons dans un inſtant.

Tout le bois neuf, deſtiné à brûler, qui ſe vend à Paris, ſe diſtingue, ſur les ports, en *Bois de compte* & *Bois de corde* (*).

(*) Il ne ſera peut-être pas hors de propos de rapporter ici quelques Obſervations qui ont été faites à l'occaſion du cordage des bois ronds & fendus.

Les dimenſions de la corde de Paris étant de 8 pieds de long & 4 de hauteur, & les bûches ayant 42 pouces de longueur, la corde forme un ſolide de 112 pieds cubes, mais qu'il eſt impoſſible de remplir, ſans vuide, avec des bûches, ſoit rondes, ſoit fendues, telles que ſont les bois à brûler. On n'admet d'ailleurs dans une corde de bois, ſuivant les Réglements des Eaux & Forêts, que des bois d'une certaine groſſeur déterminée

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 51 sur 651

Le *Bois de compte*, qu'on nomme auſſi *Bois de moule*, doit avoir au moins 18 pouces de circonférence : il ſe meſure dans un anneau de fer, qu'on nomme *le moule*, qui doit avoir 2 pieds 1 pouce de diametre, c'eſt-à-dire, 6 pieds 3 pouces de circonférence : il faut, pour former une voie de bois de compte, la quantité de ce que peuvent contenir 3 de ces anneaux, plus 12 bûches, qu'on nomme *témoins*.

Le bois qui a moins de 18 pouces de circonférence, juſqu'à 6, s'appelle *Bois de corde ;* on y mêle alors du *bois de quartier* ou fendu, avec le *rondin ;* le bois qui n'a que 6 pouces de groſſeur, eſt nommé *taillis* ; le plus menu doit être converti en charbon, ou bien on en fait des perches qu'on vend dans leur longueur, ou qu'on emploie pour en former les trains, comme nous le dirons dans la ſuite : on en fait auſſi des falourdes & des cotrets.

pour les plus petits morceaux, attendu que ceux au-deſſous doivent être convertis en charbon, ou entrer dans les fagots pour en être les parements. A Paris, tous les bois ronds, qui ont 17 pouces de pourtour, ou davantage, peuvent, ſuivant l'Ordonnance de la Ville de 1672, être réſervés pour être vendus entre les bois qu'on nomme *de compte* ou *de moule*, qui ſont plus chers que ceux *de corde*. Dans les Provinces, on ne fait pas cette derniere diſtinction ; mais il en réſulte qu'il n'y eſt pas facile, comme à Paris, de ſe procurer de gros bois à brûler en bûches rondes, parce que tous les Marchands de bois ſavent pratiquement que les gros bois ronds ſont ceux qui rempliroient le mieux la corde, ou que le bois de quartier foiſonne beaucoup plus à la meſure, &, qu'en conſéquence, ils n'en réſervent aucuns à vendre ronds ; &, ſuivant des expériences qui ont été faites à Metz, 8 cordes de bois ronds, étant converties en bois fendu, rendent 11 cordes : on apperçoit bien que ces proportions doivent varier ſuivant la groſſeur des bois.

On pourroit auſſi démontrer, en ſe ſervant du principe de M. de Mairan, ſur les piles de bois (*Diſſert. ſur la Glace* 1749. p. 143.) qu'avec tous bois préciſément cylindriques, de 3 pouces $\frac{3}{7}$ de diametre, c'eſt-à-dire, de la groſſeur la plus favorable au rempliſſage exact de la corde, il ne ſeroit pas poſſible d'y faire entrer juſqu'à 97 pieds cubes de bois. Si l'on joint à cette donnée le réſultat de l'expérience de Metz, il s'enſuit que c'eſt tout au plus s'il peut entrer 70 pieds cubes effectifs de bois dans une corde la mieux meſurée qu'il eſt poſſible en bois fendu ; & que ſur les 112 pieds du cube de la corde, il ſe trouve néceſſairement au moins 42 pieds de vuide. On ſent aſſez combien la fraude ou mal-façon dans le cordage, & la forme tortueuſe des bois, peuvent augmenter ce vuide, au grand préjudice de l'acheteur. Dans quelques Provinces, on croit éviter cet inconvénient en vendant les bois au quintal ; c'eſt l'uſage de Marſeille ; mais on n'évite pas abſolument tous les autres : car les bois, en ſe deſſéchant, perdent plus de leur poids que de leur groſſeur ; &, pour cette raiſon, les Marchands eſſayent de les vendre verds, & nouvellement abattus le plus qu'il eſt poſſible : outre cela, le poids des bois change beaucoup ſuivant que l'air eſt ſec ou humide ; & les Marchands tâchent de vendre leurs bois dans les circonſtances qui ſe trouvent leur être plus avantageuſes. Cette Note eſt tirée, en partie, des Mémoires de M. de Fourcroy, Ingénieur en chef, à Calais.

J'ai dit que tous les bois à brûler se mesuroient d'abord, dans les Forêts, à la corde (*) : cette corde est une pile de 8 pieds de longueur sur 4 de hauteur. Mais tous les bois à brûler qu'on vend à Paris (le bois de moule excepté) doivent se vendre par demi-corde qu'on nomme *voie*, & qui se mesure dans un assemblage de charpente appellé *membrure* (*Pl. I. fig.* 12). Cette mesure doit contenir une pile de 4 pieds de hauteur, sur 4 pieds de largeur. La membrure est composée d'une piece de bois de 6 pouces d'équarrissage, & de 7 à 8 pieds de longueur. Sur cette piece, qui fait la base de la membrure, s'élevent deux pieces de même grosseur, éloignées l'une de l'autre de 4 pieds dans œuvre, assemblées à mortaises dans la piece de la base : ces montants ont 4 pieds de hauteur, & sont affermis par deux liens extérieurs assemblés dans la piece d'en bas & dans les montants.

Lorsque cette membrure est exactement remplie de bois, elle donne ce qu'on nomme *une voie*, &, par conséquent, une demi-corde de 4 pieds de base sur 4 pieds de hauteur. Tout le bois destiné pour la consommation de Paris, doit avoir 3 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur.

Le plus beau bois, &, sans contredit, le meilleur à brûler qu'on apporte à Paris, est celui qu'on nomme *Bois d'Andelle*, du nom d'une petite riviere du Vexin Normand, aux bords de laquelle il s'en façonne beaucoup. Ce bois est très-droit, sans nœuds, essence de Hêtre, mêlé d'un peu de Charme : par une exception particuliere, ces bois qui arrivent par les rivieres de Seine & d'Oise, n'ont que 2 pieds 4 pouces de longueur ; la grosseur des bûches n'est point déterminée, & ce bois se mesure à l'anneau ; mais comme il est moins long que tout autre, il en faut 4 anneaux pour former une voie, & 16 bûches en sus pour témoins.

Les Tourneurs, ceux qui font des formes pour les Cordonniers & les Arçonneurs, achetent aussi de ce bois pour le travailler.

Après avoir parlé de la façon de voiturer les bois à brûler

(*) Exploitation des Bois, Tome I. p. 199.

par

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 53 sur 651

par charrois & par bateaux, je vais parler du bois qu'on voiture à flot, & qu'on appelle, pour cette raiſon, *Bois flotté*.

ARTICLE VII. *Du Bois flotté.*

IL Y A, dans certaines Provinces, des bois qu'on ne peut conduire à Paris, ni par terre, ni par bateaux. Suivant pluſieurs Auteurs, un Bourgeois de Paris, nommé *Rouvet*, Marchand de bois, fut le premier qui, en 1449, s'aviſa de faire venir à Paris, par la Seine, des bois flottés du Morvant, petite Province ſituée entre la Bourgogne & le Nivernois. Pour cet effet il retenoit par écluſées, dans les ſaiſons convenables, l'eau des petites rivieres qui ſont au-deſſus de Cravant, dans leſquelles il faiſoit jetter les bûches à bois perdu; au moyen de quoi elles ſe rendoient juſquà la riviere d'Yonne; là, on les aſſembloit par trains pour les conduire à Paris. Cette invention fut ſi bien reçue, que les habitants de cette ville firent des feux de joie à l'arrivée de ces trains. Le ſuccès de cette entrepriſe hardie détermina par la ſuite d'autres Marchands à rendre flottables d'autres petites rivieres; enſuite les ruiſſeaux de l'Iſle, de Loupy, &c; au moyen deſquels on pouvoit tirer, pour l'approviſionnement de Paris, des bois de Lorraine, du Barrois, de la Champagne, &c. En 1490, on fit venir du bois flotté de la Forêt de Lions, par la riviere d'Andelle, qui ſe jette dans la Seine un peu au-deſſus du Prieuré des deux Amants: ce bois en a retenu le nom *d'Andelle*. Par ce moyen on a eu la facilité d'exploiter auſſi avantageuſement les bois qui ſe ſont trouvés à portée des rivieres flottables, que ceux des environs des rivieres navigables, & d'en conduire à Paris de très-loin, & avec peu de frais; ce qui a été & eſt encore d'un grand ſecours pour fournir Paris de bois de chauffage & de bois de charpente.

Il y a donc deux façons de flotter les bois de chauffage; ſavoir, *à bois perdu* & *en train*.

Quand il ne ſe trouve dans les Forêts, ni dans leur voiſinage, aucune riviere navigable, mais ſeulement des ruiſſeaux,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 54 sur 651

qui, ſans être propres à la navigation, ont cependant un courant d'eau un peu rapide, on voiture, par charrois ou à ſomme, les bois des ventes au bord de ces petites rivieres; les marchands ont ſoin de marquer toutes les bûches aux deux bouts avec leur marteau; &, quand ils ont raſſemblé ſuffiſamment de bois pour faire ce qu'ils nomment *un flot*, ils font avertir les Seigneurs ou Propriétaires des rivieres, moulins, écluſes, &c, dix jours avant que de jetter leur bois à l'eau, par des publications aux Prônes des Paroiſſes ſituées depuis l'endroit où ils doivent jetter leur bois, juſqu'à l'embouchure de ces ruiſſeaux dans les rivieres navigables; après ce terme expiré, les Marchands peuvent jetter leur bois à bois perdu, ſur les rivieres & ruiſſeaux, ſans qu'on puiſſe les en empêcher; ils ont même le droit de traverſer les étangs & foſſés des Seigneurs & des Propriétaires, qui ſont tenus, à cet effet, de faire des ouvertures à leurs parcs & baſſes-cours pour la facilité du travail des ouvriers employés par les Marchands: ils peuvent auſſi faire de nouveaux canaux, & ſe ſervir, pour leur flot, des eaux des étangs & foſſés, en dédommageant les Propriétaires à dire d'Experts. Nous avons rapporté plus haut les privileges qui ont été accordés aux Marchands pour leur donner toutes les facilités propres au ſuccès de ce flottage. Il faut que les Marchands faſſent façonner leur bois en ſaiſon convenable, qu'ils le laiſſent ſécher ſur la feuille, qu'ils le faſſent voiturer, en tems ſec, près des ruiſſeaux flottables, & qu'ils examinent s'il eſt aſſez ſec & flottant ſur l'eau avant de l'y jetter bûche à bûche: car les bois qui tombent au fond de l'eau, & qu'on nomme *fondriers* ou *canards*, doivent être réſervés pour un autre flot, & même pour celui de l'année ſuivante; ſans cette attention, la plus grande partie des bûches iroit à fond.

Autrefois, vingt-quatre heures après le flot, les Seigneurs, ou leurs Meûniers, faiſoient pêcher ces bois fondriers & ſe les approprioient comme *épave*; maintenant les Marchands ont quarante jours après le flot pour faire pêcher leur bois; mais les frais néceſſaires pour repêcher ces bois, pour le triage ou *tricage* de ceux qui appartiennent à différents Marchands, les encheres

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 55 sur 651

que les Marchands mettent les uns sur les autres pour les voitures, toutes ces choses occasionnent des disputes, des procédures & des frais, qui excedent souvent la valeur du bois; d'ailleurs, ce bois pourrit au bord des rivieres en attendant le jugement de ces différends. C'est pour ces raisons que les Marchands, qui connoissent leurs intérêts, prennent beaucoup d'attention à ce que leurs bois ne deviennent point *fondriers*.

Ceci bien entendu, & après que les Marchands se sont mis en regle vis-à-vis les Propriétaires riverains, ils font jetter leur bois dans l'eau bûche à bûche; & alors le courant les entraîne vers le bas, pendant que des ouvriers accompagnent le flot pour pousser à val les bois qui pourroient s'arrêter dans des anses, ou dans les endroits où le lit de la riviere se trouveroit embarrassé; c'est pour la commodité de ce travail, que les Propriétaires sont astreints à laisser aux bords des rivieres un sentier de quatre pieds de largeur.

Pendant ce travail, on fait à l'embouchure de la petite riviere dans la riviere navigable, une estacade ou traverse avec des pieux & des perches, afin d'empêcher que le bois ne passe dans la grande riviere.

Nous avons dit qu'il ne falloit jamais jetter dans l'eau, à bois perdu, des bois nouvellement abattus & remplis de leur seve; car pour peu que le flottage fût long une partie iroit au fond, & ces bois deviendroient en peu de temps *canards* ou *fondriers*, au lieu que les bois secs restent plus long-temps flottables. Cependant quand les bois secs restent trop long-temps sur l'eau, il arrive quelquefois que la plus grande partie devient *fondrier*, sur-tout lorsque le bois, de sa nature, est de bonne qualité & pesant; alors les Marchands sont obligés de les tirer à terre avant la fin du flot, pour les y laisser quelque temps se dessécher, après quoi ils les font rejetter à l'eau. Comme cette opération entraîne des frais, on n'y a recours qu'à la derniere extrémité, & après qu'on a apperçu qu'une partie de ce bois est tombée au fond de l'eau; les Marchands, comme nous l'avons dit, ont le droit de le faire repêcher pendant quarante jours après que le flot est passé; & s'il arrive que dans

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 56 sur 651

l'intervalle de ces quarante jours, d'autres Marchands faſſent paſſer des flots, ce terme de quarante jours ne commence à courir que d'après la paſſée du dernier flot, ſans être tenu d'aucun dédommagement envers les Seigneurs & Propriétaires riverains; mais après ces délais expirés, les Seigneurs & Propriétaires ſont en droit, pour débarraſſer leurs eaux, de faire pêcher les bois fondriers, à la charge de les laiſſer ſur le bord des rivieres, ſans qu'ils puiſſent ſe les approprier, parce que ces bois ſont réputés appartenir aux Marchands dont ils portent la marque, après toutefois qu'ils auront rembourſé les frais de cette pêche, & le loyer des héritages que les bois ont occupés; le tout à dire d'Experts.

De même ſi, pendant le flot, il arrivoit une crûe & un débordement d'eau, les bois qui ſeroient portés dans les champs, hors le lit de la riviere, & qu'on nomme *Bois échappés*, appartiennent aux Marchands dont ils portent la marque; & il eſt défendu à tout autre de ſe les approprier, ſous des peines très-rigoureuſes.

Les bois ainſi jettés dans l'eau dont ils ſuivent le cours, ſe rendent peu à peu à l'embouchure des ruiſſeaux dans les grandes rivieres, où ils ſe trouvent arrêtés par une eſtacade : alors on les tire de l'eau, & on les empile ſur le port, après avoir eu l'attention de ſéparer les bois qui appartiennent à différents Marchands.

Quand les bois n'ont fait qu'un petit trajet à bois perdu, & que, pour les rendre à leur deſtination, on eſt obligé de leur faire remonter les grandes rivieres, les Marchands les chargent dans des bateaux : ces bois, qui ont conſervé toute leur écorce, ſont vendus comme demi-flottés, ou comme *bois de gravier*, qui different peu des bois neufs.

Le plus ordinairement on forme des trains des bois qui ont été flottés à bois perdu, pour les conduire, ſuivant le cours des grandes rivieres, aux grandes villes où ils doivent être conſommés. Je vais expliquer la façon de former les trains.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 57 sur 651

ARTICLE VIII. *Des Trains de Bois à brûler.*

ON APPELLE ſur nos rivieres, *Train*, une eſpece de radeau formé d'une certaine quantité de pieces ou morceaux de bois réunis, au moyen de pluſieurs longues perches liées ou attachées les uns aux autres par des *harts* ou *rouettes*.

Les trains ſuivent toujours le cours de l'eau, & je n'ai pas connoiſſance qu'on leur faſſe remonter les rivieres, quoique cela ne me paroiſſe pas impoſſible à pratiquer.

C'eſt pour cette raiſon que le bois flotté qui arrive à Paris, vient ordinairement d'Auvergne, du Bourbonnois, du Nivernois, de la Bourgogne, du Morvant, de la forêt de Compiegne, de la Lorraine, de Montargis, & d'autres lieux ſitués en remontant les rivieres au-deſſus de Paris.

On ne fait point de trains de fagots, ni de cotrets; mais on en fait de bois de charpente, de bois de ſciage & de bois à brûler: c'eſt de ces derniers dont je vais m'occuper maintenant; il ſera queſtion des autres dans la ſuite.

Les trains de bois à brûler ſont ordinairement compoſés de 18 coupons, & chaque coupon eſt de 12 pieds de long; la longueur de ces trains eſt de 36 toiſes, c'eſt-à-dire, 216 pieds. On proportionne leur largeur à celle des rivieres & des canaux par où ils doivent paſſer; c'eſt pour cette raiſon qu'il y a des trains qui n'ont de largeur que trois longueurs de bûches, qui font dix pieds & demi; on les nomme *Trains à trois branches*; d'autres ont *quatre branches*, & par conſéquent quatorze pieds de largeur (*Planche III. Fig.* 4). Ces grands trains fourniſſent ordinairement 25 cordes de bois, c'eſt-à-dire 50 voies.

Quand les trains doivent flotter ſur des rivieres qui ont beaucoup de fond, ceux à trois branches contiennent autant de bois que ceux à quatre, parce qu'on peut mettre le bois à une plus grande épaiſſeur; car l'épaiſſeur des trains de bois de chauffage varie depuis 18 pouces juſqu'à 20 & 22.

Les coupons de 3 ou de 4 branches ſe font à terre; enſuite on les aſſemble lorſqu'ils ſont à flot.

Je le répete, pour faire les coupons, il faut commencer par former les branches, parce que ces coupons ſont faits de 3 ou 4 branches aſſemblées les unes à côté des autres.

Pour faire les branches, il faut former une couloire (*Pl. II. Fig.* 1), c'eſt-à-dire, un plan incliné, afin de mettre plus aiſément le coupon à l'eau. On établit ce plan incliné avec de groſſes bûches *b* (*Fig.* 3), qu'on met au bout de la couloire oppoſé à la riviere; & à meſure qu'on avance du côté de la riviere, on emploie des bûches de plus en plus petites; & enfin on ſe diſpenſe d'en mettre quand le terrein ſe trouve naturellement incliné, comme on peut le voir (*Fig.* 2). On enfonce un peu ces bûches dans le terrein, afin qu'elles ſoient ſolidement aſſujetties, & qu'elles forment toutes enſemble un plan aſſez uniforme: on met, ſur ce plan incliné, des perches *a a a* (*Pl. II. Fig.* 1, 2 & 3) à la diſtance de 6, 7 ou 8 pouces les unes des autres; c'eſt ſur ces perches que le coupon qu'on va faire doit gliſſer pour être mis à flot. Cette couloire doit avoir 15 pieds de largeur ſur une pareille longueur, afin qu'on puiſſe conſtruire deſſus quatre branches de 3 pieds & demi de largeur, & en total 14 pieds ſur 12 de longueur.

C'eſt donc ſur la couloire qu'on doit faire les branches; cependant, pour éviter la confuſion dans les figures, je vais ſuppoſer qu'on fait la branche (*Pl. III. Fig.* 1) hors des couloires; il ſera aiſé d'imaginer qu'elle eſt placée deſſus. On poſe par terre, ou plutôt ſur la couloire, deux perches *B B* (*Fig.* 1, 2 & 3) de 12 à 13 pieds de longueur ſur 3 ou 4 pouces de circonférence; on les nomme *le chantier de deſſous*; on arrange ſur ces perches, le plus réguliérement qu'il eſt poſſible, des bûches *C C C* &c. (*Fig.* 1, 2, 3 & 4) les groſſes & les menues, les unes en rondins, les autres refendues, & on en met ainſi juſqu'à l'épaiſſeur de 15, 18 ou 20 pouces. Quand les eaux ſont baſſes, on ne donne que 14 pouces d'épaiſſeur aux branches; lorſque les eaux ſont fortes, leur épaiſſeur excede quelquefois 20 pouces.

Quand le lit de bois eſt fait, on met par-deſſus deux perches *A A* (*Fig.* 1, 2 & 3) pareilles à celles de deſſous; on nom-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 59 sur 651

me celles-ci *le chantier de deſſus ;* enſuite on lie, avec des rouettes ou harts, la perche du chantier de deſſus avec celle du chantier de deſſous, & on met ces rouettes *DD*, &c. (*Fig.* 1 *&* 2) environ à 18 pouces les unes des autres : alors la premiere branche ſe trouve faite.

Tout auprès de cette branche, & ſur la même couloire, on en forme une ſeconde toute pareille, puis une troiſieme, enfin une quatrieme : on réunit enſuite les quatre branches pour en faire un coupon que nous allons décrire.

La *Figure* 4 repréſente les quatre branches poſées tout près les unes des autres : *E E*, *FF*, *GG*, *HH*, ſont les quatre branches poſées comme elles doivent l'être ſur la couloire : chacune eſt retenue par les chantiers de deſſous & de deſſus avec des rouettes, comme on le voit (*Fig.* 1). Pour réunir enſemble ces quatre branches, on prend des perches *I I* (*Fig.* 4) de 14 à 15 pieds de longueur, on nomme celles-ci *traverſes* ou *traverſins :* on les poſe ſur les chantiers de deſſus, de façon qu'elles les croiſent à angle droit ; on les lie avec des rouettes dans tous les endroits où les traverſins croiſent & rencontrent les chantiers ; & alors un coupon ſe trouve formé. Il faut 18 de ces coupons pour faire un train ; ils ſont tous faits les uns comme les autres, excepté qu'on ajoute des *bourraches* ou *nages K* (*Fig.* 2) aux deux bords du premier coupon de l'avant, qu'on nomme le *coupon de tête* ; d'autres, au dernier coupon de l'arriere, qu'on appelle *coupon de queue* ; & enfin d'autres au coupon du milieu. Cette *nage* s'étend de *L* en *M* (*Fig.* 2) où l'on peut voir comment elle eſt ajuſtée.

La nage *L N O M* eſt liée aux chantiers de deſſous en *L*, aux chantiers de deſſus en *N*, enfin en *O* & en *M* aux perches verticales, qui ſont elles-mêmes liées aux deux chantiers, & qu'on nomme *fauſſes nages*, qui ſervent à affermir la nage ou la bourrache. Ces nages ſervent à *percher*, c'eſt-à-dire, à donner un point d'appui à une perche dont le bout inférieur porte au fond de la riviere & le ſupérieur contre la nage, & qui ſert à pouſſer le train d'un côté ou d'un autre au moyen d'une ſecouſſe que le Marinier donne ; c'eſt la façon la plus ordinaire

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 60 sur 651

de gouverner les trains. A meſure que les coupons ſont faits ſur la couloire, on les pouſſe à l'eau avec des leviers comme on le voit (*Fig.* 4) ; ce qui s'exécute aſſez aiſément, non-ſeulement par le moyen du plan incliné, mais encore parce que le coupon gliſſe ſur les perches qui forment le deſſus de la couloire : ces coupons ſont aſſez fortement liés pour ne ſe point défaire quand, en les mettant à l'eau, la berge eſt de deux ou trois pieds plus élevée que l'eau.

Lorſque les bois ſont lourds, ſoit à cauſe de leur bonne qualité, ſoit parce qu'ils ſont encore chargés d'eau ou de ſeve, on a ſoin, pour ſoutenir le train à flot, & en faiſant les branches du milieu *F* & *G* (*Pl. III. Fig.* 4), de placer dans l'épaiſſeur du bois des demi-muids bien étanches *P* (*Fig.* 3) & vuides : ces demi-muids doivent être bien ſerrés entre les chantiers de deſſus & de deſſous, afin qu'ils ne ſe dérangent point ; on n'en met jamais aux branches de la rive.

Quand on a lancé à l'eau deux coupons, on les lie enſemble, pendant que d'autres ouvriers en forment d'autres : ainſi les coupons ſont à flot quand on les lie les uns aux autres. Je vais détailler cette opération.

On choiſit de fortes rouettes dont le gros bout ſoit de la groſſeur d'une bougie des 4 ou des 5 à la livre ; & l'on tord ce bout auquel on forme une anſe ou anneau (*Fig.* 5). Ces rouettes, ainſi diſpoſées, ſe nomment *croupieres* ; on les attache aux bords des coupons, à tous les endroits où les chantiers de deſſus ſont croiſés par les traverſins, comme on le voit en *Q Q* (*Pl. IV*) ; enſuite on approche les deux coupons l'un de l'autre le plus qu'il eſt poſſible, & l'on paſſe une piece de bois nommée *l'Abillot*, dans les anneaux des croupieres qui ſe répondent, & dont les unes appartienent à l'un de ces coupons & les autres à un autre, comme on le voit repréſenté (*Pl. III. Fig.* 6) : *a* eſt la croupiere d'un des coupons, *b* eſt celle de l'autre coupon ; *c c* repréſente une partie du traverſin d'un coupon ; *d d*, le traverſin de l'autre coupon ; *e e*, *l'Abillot* qui fait l'office d'un garot : on voit (*Fig.* 7) qu'en tournant *l'Abillot e e*, qui eſt paſſé dans l'anneau des croupieres *a* & *b*, on peut lier très-exactement les coupons les uns aux autres,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 61 sur 651

autres, parce que la queue de ces croupieres eſt attachée aux traverſins *c c d d* (*Planche III*) des deux coupons qu'on doit lier enſemble l'un à l'autre; & comme il y a dix croupieres ſur chaque coupon, les deux ſe trouvent fortement liés l'un à l'autre. On voit dans la *Planche IV* un coupon de quatre branches mis à flot, avec les croupieres *Q Q*, &c, attachées aux traverſins.

Pour un train de bois flotté de 14 coupons à quatre branches, chaque branche compoſée de 60 bûches, il faut 350 perches de dix-huit à vingt pieds de longueur, & trois milliers de liens, harts ou rouettes de dix à douze pieds: ainſi, pour vingt mille voies de bois flotté qui arrivent par an à Paris, on a beſoin de ſept mille perches & de ſoixante mille rouettes qu'on coupe en ſeve afin qu'elles ſoient plus pliantes, ce qui fait une déprédation conſidérable dans les taillis: il ſeroit donc à deſirer qu'on plantât dans les lieux voiſins des ports où l'on conſtruit ordinairement les trains, des taillis de bois blanc, qui viennent vîte, & que l'on pourroit employer à faire les perches & les rouettes néceſſaires pour aſſembler les trains; par ce moyen on ménageroit les taillis de Chêne, de Charme, &c.

Comme il y a huit croupieres ſur chaque bout des coupons de quatre branches, il faut, pour réunir deux coupons, employer huit abillots, & pour un train de 18 coupons, 136 abillots & 288 croupieres. Lorſque tous ces abillots ſont en place, & qu'on a eu l'attention d'employer de bonnes rouettes de Charme, ou de Chêne, pour faire les croupieres, les coupons ſont ſi parfaitement liés les uns avec les autres, qu'on a quelquefois vu employer 30 chevaux à dégager un train engravé, ſans que, par cet effort, il ſe ſoit rompu.

On joint de même, les uns aux autres, les 18 coupons qui doivent faire un train de 36 toiſes de longueur; & l'on met en avant, pour les coupons de tête, & en arriere, pour ceux de la queue, les coupons auxquels on a ajuſté des bourraches & des *nages* ainſi que je l'ai expliqué plus haut. Le train étant entiérement fait, on le pouſſe au courant de l'eau dont il ſuit le fil: la ſeule façon de le conduire eſt, quand il ne ſe trouve pas une trop grande profondeur d'eau, de le diriger avec la perche qu'on

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 62 sur 651

fait porter d'un bout au fond de la riviere & de l'autre contre la bourrache, pour donner au train une ſecouſſe qui le pouſſe du côté où l'on veut qu'il prenne ſa direction; & quand les eaux ſont baſſes, comme il faut choiſir l'endroit le plus profond du lit de la riviere, ce travail eſt quelquefois aſſez pénible. Lorſque l'eau eſt trop profonde pour pouvoir ſe ſervir des perches, on emploie de longues rames avec leſquelles on le dirige exactement dans le fil du courant. Quand les eaux ſont bonnes, deux hommes ſuffiſent pour conduire un train de 25 cordes de bois, ſur les rivieres qui affluent à la Seine; & comme cette riviere eſt plus grande, & que la navigation y eſt plus dangereuſe, ſur-tout quand les eaux ſont fortes, on emploie aſſez ſouvent quatre hommes pour conduire un train. Il y a un accident qui eſt ſur-tout à craindre, c'eſt quand le train ſe trouve oblique au courant, & que l'avant va moins vîte que l'arriere, ſoit qu'il ſe trouve dans un courant moins rapide, ou qu'il frotte ſur un fond de vaſe; car alors l'arriere, que le courant prend en travers, allant plus vîte que l'avant, le train ſe replie, & il ſe romproit ſi l'on ne ſe hâtoit de couper les croupieres à l'endroit où le train eſt plié; alors il ſe ſépare en deux, & l'on tâche de faire aborder ces deux petits trains au plus prochain rivage pour les rejoindre & continuer la route.

Nous avons dit que quand on a des trains à conduire ſur des petites rivieres, on ne les fait quelquefois que de trois branches; quelquefois auſſi on ne leur donne en longueur que neuf coupons; & après être parvenu dans la grande riviere, on en joint deux au bout l'un de l'autre, ce qui fait 18 coupons. Souvent auſſi quand les eaux ſont bonnes, on joint deux trains à côté l'un de l'autre, c'eſt pourquoi on en voit arriver à Paris qui ont huit branches de largeur; & comme ceux qui ſont chargés de les conduire ſont obligés de traverſer ſouvent d'un bord des trains à l'autre, pour qu'ils aient moins de chemin à faire, en attachant les deux trains à côté l'un de l'autre, on en fait déborder un à peu près de la moitié de la longueur d'un coupon, comme on le voit *Planche I. Fig.* 13.

Ordinairement on ne flotte point pendant l'hiver; cepen-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 63 sur 651

dant il arrive quelquefois que les trains ſont pris par les glaces ; & quand la riviere reſte long-temps gelée, on eſt obligé de défaire les trains pour empiler le bois au bord de l'eau juſqu'à ce que le dégel ſoit venu ; non-ſeulement parce que dans le temps de la débâcle les trains pourroient être briſés, mais encore parce que les bois ſe trouveroient tellement imbibés d'eau qu'ils deviendroient *canards*, & il ne ſeroit plus poſſible de les flotter lorſque la riviere ſeroit libre. Quand la riviere eſt débâclée, & quand les bois ont été ſuffiſamment deſſéchés, on refait les trains ; quoique cela occaſionne des frais conſidérables, on préfere cependant de les ſupporter pour éviter la perte totale du bois.

Les grandes eaux & les crûes ſont très-contraires au flottage des trains : on ne peut alors les conduire avec la perche, & ſouvent même la rame n'eſt pas aſſez puiſſante pour vaincre les courants. Le temps le plus propre pour flotter les trains eſt quand il y a dans la riviere 18 pouces, 2 pieds ou 2 pieds $\frac{1}{2}$ d'eau.

Lorſque les trains ſont arrivés à leur deſtination, on les amarre au bord de l'eau avec un cordage qu'on attache ſur le train à deux traverſins ; & quand les eaux ſont fortes, on met quelquefois deux amarres.

Les Marchands ne peuvent avoir que deux trains vis-à-vis leur chantier ; les autres trains doivent reſter au-deſſus de Paris juſqu'à ce que ceux qui ſont à port ſoient débardés ou déflottés, & que le bois ſoit placé dans le chantier.

Pour défaire les trains, on fait préciſément le contraire de ce qu'on a fait pour les former : on coupe les croupieres, on ſépare une des branches des coupons en coupant avec une hache (*Planche I. Fig.* 14) les rouettes qui les attachent aux traverſins ; c'eſt ce qu'on appelle *débâcler*. Cette hache porte un tranchant d'un côté, & une pointe de l'autre ; elle a un grand manche *c*. On coupe les rouettes avec le tranchant de cet inſtrument, & on enfonce la pointe dans les bûches pour les tirer à terre, ce qui s'appelle *débarder*, comme on le voit (*Planche V. Fig.* 3). On tire à terre, le plus qu'il eſt poſſible, la branche qui a été ſéparée des autres ; on charge le bois ſur des crochets (*Fig.* 1) pour le

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 64 sur 651

porter au chantier où on le *trique*, c'eſt-à-dire, qu'on trie pour ſéparer le bois blanc d'avec le bois dur, dont on forme des piles différentes : on éleve les piles de fond, ces piles n'ont d'épaiſſeur que la longueur d'une bûche ; quand elles ont 8 à 10 pieds, on joint enſemble toutes les piles de fond, & l'on forme ce qu'on appelle un *Théâtre*.

Les Marchands de bois ont ſoin de commencer à la fois pluſieurs piles de la même eſpece de bois, afin de lui donner le temps de ſe ſécher; car ſi on l'enfermoit avec d'autres bois humides il ſe pourriroit, les bouts ſe couvriroient de champignons, & le Marchand ſeroit alors obligé de donner le bois dur au même prix que le bois blanc.

La Police oblige les Marchands de bois à laiſſer des routes *a* (*Fig.* 2) entre leurs piles, afin qu'on puiſſe les viſiter & en connoître la qualité. Si on élevoit les piles ſimples à 30, 40, 50, 60 pieds de hauteur, elles courroient riſque de s'écrouler ou d'être renverſées par le vent ; les Marchands évitent cet inconvénient en joignant pluſieurs piles enſemble pour en former un théâtre. Il y a même beaucoup d'art à bien faire les piles pour pouvoir élever les théâtres, comme on les voit dans les chantiers, à une très-grande hauteur ſans qu'ils s'écroulent.

On commence & l'on termine les piles par mettre les bûches de façon qu'elles ſe croiſent *b,b*, (*Planche V. Fig.* 2) de ſorte qu'au premier lit les bûches ſont poſées de long, & au lit ſupérieur elles ſont miſes en travers & croiſent les premieres : en continuant toujours de la même façon, on forme aux deux bouts du théâtre des piles quarrées qu'on nomme *Grillons* ou *Roſeaux*, & qui ſervent d'arcboutants *b* au reſte des bûches *c* qu'on met toutes en travers. Il y a de l'art à bien arranger les piles, & de façon qu'il ne reſte que le moins de vuide qu'il eſt poſſible entre les bûches : en obſervant de mettre leur gros bout tantôt d'un ſens & tantôt de l'autre, la pile s'éleve bien perpendiculairement ; & on met d'eſpace en eſpace au bord des piles, des bûches en travers *d*, pour regagner l'aplomb, ſans quoi la pile ſe renverſeroit tout d'une piece. Si l'on s'apperçoit qu'une pile s'incline un peu, on l'arcboute quelquefois contre une pile voi-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 65 sur 651

ſine. Quand on conſidere, dans les chantiers, des théâtres élevés juſqu'à 50 & 60 pieds de hauteur, on ne peut s'empêcher d'admirer l'adreſſe de ceux qui les ont faits.

On doit diſtinguer quatre ſortes de bois flotté : ſavoir, 1°, Le bois blanc qu'on met à part; c'eſt le plus mauvais;auſſi la voie de ce bois ſe vend-elle au-deſſous de la taxe ordinaire,aux cuiſeurs de Plâtre, aux Potiers de terre, &c. 2°, Le bois flotté ordinaire, qui contient au moins deux tiers de Chêne, de Charme, ou de Hêtre : le grand débit de ce bois eſt pour l'uſage des cuiſines, & on le vend à la voie : on en fait auſſi des falourdes liées de deux oſiers ; elles doivent avoir 26 pouces de circonférence ; voyez, pour la façon de les faire, le Traité de l'*Exploitation des Bois*, *Partie I. page* 201. Ces falourdes ſe débitent à ceux qui ne ſont pas en état d'acheter une voie ou une demi-voie de bois. Quoique les ouvriers qui travaillent à défaire les trains aient la permiſſion d'emporter une perche & une hart, il reſte encore beaucoup de perches aux Marchands, qui les font couper de longueur pour en faire des falourdes de menu bois ; elles doivent avoir 36 pouces de circonférence ; ces perches ne forment ordinairement que le parement de ces falourdes ; le dedans eſt rempli de harts qu'on arrange dans l'intérieur des parements. 3°, On appelle *Bois de gravier* ou *Bois demi-flotté*, celui que les Marchands achetent aux ports des rivieres navigables, & dont ils font faire des trains qui arrivent aſſez promptement à Paris. Ces bois qui n'ont point été tirés de l'eau à pluſieurs repriſes comme ceux qu'on a jettés à bois perdu dans les petites rivieres, & qui outre cela ont peu ſéjourné dans l'eau, ont conſervé leur écorce, & ils ſont ſouvent auſſi bons à l'uſage & auſſi durs que les bois neufs : pluſieurs perſonnes en font proviſion pour brûler dans les appartements. 4°, Il y a encore une autre eſpece de bois flotté qu'on nomme *Bois de traverſe :* celui-ci eſt tout pur Hêtre ou Charme, & eſt dépourvu d'écorce ; comme il brûle bien, qu'il fait une belle flamme & peu de fumée, il eſt recherché par les Cuiſiniers, les Pâtiſſiers, les Boulengers & les Braſſeurs : on le vend à la voie ainſi que le bois de gravier.

CHAPITRE III.

Du Tranſport des Bois de Charpente.

ON DISTINGUE les Bois de Charpente en *Bois de brin* qui eſt ſimplement équarri, & *Bois de quartier*, c'eſt-à-dire, qui a été refendu à la ſcie : les pieces des uns & des autres ſont d'un poids trop conſidérable pour pouvoir être tranſportées à ſomme. On n'a recours à ce moyen que pour les plus petites pieces, & lorſque les chemins ne ſont pas praticables aux autres voitures ; mais quand les pieces ſont trop fortes, on eſt obligé de les charger ſur des voitures, pour les conduire au lieu où elles doivent être employées, ou juſqu'aux ports des rivieres navigables.

Nous conſidérerons ſeulement trois façons de voiturer les bois de Charpente relativement à leur eſpece ; ſavoir, 1°, lorſqu'il en faut un certain nombre de pieces pour charger une voiture ; 2°, lorſque les pieces ſont aſſez groſſes pour qu'une ſeule faſſe la charge d'une voiture ; 3°, lorſqu'elles ſont trop groſſes pour pouvoir être tranſportées par une ſeule voiture.

ARTICLE I. *Des Bois dont il faut pluſieurs pieces pour charger une voiture.*

LORSQUE les pieces de bois ſont courtes, on les charge dans des charrettes à ridelles, (*Planche I. Fig. 6*), ou ſur des charrettes de roulage & ſans ridelles, ſur leſquelles on les retient avec des chaînes qui embraſſent ces pieces, paſſent deſſous la voiture, & ſont ſerrées avec des perches qui font l'office de garrot : on ſe ſert plus communément de ces voitures que de celles à ridelles. Lorſque les pieces ſont plus longues que les charrettes, comme ſont des chevrons, on les charge de biais ſur la voiture (*Fig. 16*), enſorte que le gros bout paſſe vers la droite du limonnier, & que le petit bout qui traverſe diagonalement

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 67 sur 651

l'eſſieu, excede de beaucoup la voiture : on fait paſſer le gros bout des pieces du côté droit du limonnier, afin que le Charretier qui eſt à la gauche puiſſe plus facilement conduire ſon cheval, ſuivant que l'exige la nature du chemin.

Dans quelques Provinces on emploie une autre méthode : on ajuſte à l'avant des charrettes (*Fig.* 15) deux forts ranchers avec une traverſe, ſur laquelle on met le gros bout des chevrons ; & ce bout étant ſoutenu par le rancher plus haut que la croupe du cheval, le limonnier ſe trouve au-deſſous. Cette méthode eſt fort bonne dans les chemins où il n'y a pas d'ornieres profondes ; autrement la premiere eſt préférable, parce que les chevrons ſont horizontaux, au lieu qu'avec le rancher, ils portent preſque à terre derriere la voiture. Ce que je viens de dire des chevrons doit s'entendre de toutes les longues pieces de bois qui n'ont pas trop de groſſeur.

ARTICLE II. *Des Bois dont une piece ſuffit pour charger une voiture.*

ON VOITURE encore de la même façon des poutres de force ordinaire, ſavoir de 25 pieds de longueur ſur 15 ou 18 pouces d'équarriſſage vers le gros bout, en les poſant diagonalement ſur la voiture (*Fig.* 16), ou en élevant le gros bout ſur des ranchers (*Fig.* 15) ; mais quand les pieces ſont trop fortes, ou lorſque les chemins ſont impraticables, il faut les traîner de la façon que je vais expliquer.

ARTICLE III. *Des plus groſſes pieces de Bois qui ne peuvent être chargées ſur une voiture ordinaire.*

A L'ÉGARD des très-groſſes pieces de bois, ſi elles ſe trouvent ſur le penchant d'une colline ou d'une montagne, les abatteurs ont ſoin de les faire tomber ſur la partie élevée de la montagne, afin que la chûte ſoit moins forte, & que la piece ſoit moins expoſée à être endommagée ; enſuite on les fait deſcendre peu à peu à bras d'homme & avec des leviers, tantôt en

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 68 sur 651

leur faiſant prendre quartier, tantôt en les faiſant gliſſer ſur des pieces de bois qu'on poſe deſſous en travers. Quand le terrein permet d'employer la force des bœufs ou des chevaux, on traîne ces pieces par terre; & dans ce cas on doit avoir eu l'attention de ne les point équarrir exactement, afin qu'on puiſſe par la ſuite rafraîchir les endroits qui ont frotté contre le terrein. Quand le terrein eſt à peu près uni, on ſe ſert de rouleaux, ou de deux roues montées ſur un eſſieu. Enfin, on emploie toute ſorte d'induſtrie pour les conduire vers le chemin qu'on a dû pratiquer à travers la Forêt pour l'évacuation des bois; & quand on eſt parvenu à ce chemin, on ajuſte ſous les pieces un avant & un arriere-train, de ſorte que le corps de la piece forme une eſpece de charriot. Lorſqu'il eſt queſtion de prendre un détour, on tranſporte le derriere de la piece peu à peu avec des crics, ou des leviers; & à force de bœufs ou de chevaux, on conduit la piece, autant que faire ſe peut, aux bords d'une riviere. Si les chemins étoient ſans ornieres, on feroit bien d'employer des voitures ſemblables à celles qui ſervent à Paris à tranſporter les groſſes pieces de bois de charpente (*Planche I. Fig.* 17); ces voitures, qu'on nomme *Fardiers*, ſont fort longues. Au-deſſous des limons, vers le milieu, il y a une languette qu'on voit *Figure* 18, où *A* repréſente une portion des limons; *B*, une des chantignoles qui porte une rainure qui entre dans la languette des limons, & que l'on aſſujettit où l'on veut par des chevilles *C*, comme on le voit en *D*, ce qui donne la facilité de placer l'eſſieu à différents points de la longueur des limons. Pour trouver l'équilibre de la piece, on met ſous les limons (*Fig.* 17) en *E*, une courte piece de bois quarré, ſur laquelle appuie le gros bout de la poutre: il y a vers le milieu de la voiture, ou plus vers l'arriere, un rouleau *F* enveloppé d'une chaîne qui embraſſe la poutre à peu près par ſon centre de gravité, & qui la tient ſuſpendue au moyen du levier *G*; le cordage *H* acheve de la ſoutenir, en même temps qu'il empêche le rouleau de tourner en ſens contraire. Au moyen de la chantignole mobile, on place l'eſſieu tantôt au point *I*, tantôt au point *K*, ou même en *L*; en un mot où il convient pour que

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 69 sur 651

que le limonnier ne ſoit point trop chargé. Ces grandes voitures, qui ſervent pour tranſporter les bois des chantiers de Paris dans les atteliers, ſont d'une grande commodité pour charier les bois ſur le pavé ou dans les chemins où il n'y a point d'ornieres, & quand on n'a pas beſoin de faire tourner ces voitures dans des rues étroites : elles ont, outre cela, la commodité de pouvoir ſe charger & décharger très-aiſément.

Quand on veut les charger, on met les pieces de bois ſur des chantiers où on les raſſemble comme on juge qu'elles doivent être ſous la voiture ; on a ſoin de ne pas faire la charge trop épaiſſe : car quoique les roues de ces fardiers ſoient grandes, il faut que les pieces de bois puiſſent tenir ſous l'eſſieu ſans porter ſur le terrein : quand la charge eſt diſpoſée, on l'embraſſe avec une chaîne dans un point de la longueur des pieces qui ſoit tel, que le fardeau ſoit preſque en équilibre quand les pieces de bois ſe trouvent ſuſpendues à la chaîne. Je dis preſque en équilibre, parce qu'il faut que la charge de ces pieces tende toujours à tomber vers l'arriere, pour que la portion qui eſt en devant puiſſe s'appuyer ſur la courte piece de bois quarré qu'on met en devant ſous les limons de la voiture & derriere le limonnier ; outre cela, il faut que les pieces de bois faſſent équilibre avec le poids des limons qui eſt conſidérable, ſur-tout quand on porte l'eſſieu fort en arriere. De plus, il faut toujours mettre le gros bout des pieces vers l'avant, c'eſt-à-dire, derriere le limonnier. Cependant, comme les pieces ne peuvent être portées en avant au-delà de la derniere paumelle, on ne peut parvenir à trouver l'équilibre de la charge de la voiture que par la facilité qu'on a de porter les roues plus ou moins vers l'arriere.

Suppoſons que la chaîne a été placée à peu près au centre d'équilibre des pieces de bois, on recule le fardier de façon que le gros bout des pieces ſe trouve perpendiculairement ſous la derniere paumelle ; & alors on juge par eſtime où l'on doit placer l'eſſieu & les roues ; on place ſur le fardier, & tout auprès de l'eſſieu, un fort rouleau qui fait l'office d'un treuil, pour élever les pieces de bois ; on joint l'une à l'autre, au moyen d'un cro-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 70 sur 651

chet, les deux extrémités de la chaîne qui paſſe ſous les pieces; enſuite on rabat le milieu de cette chaîne ſur le rouleau; on paſſe dans la boucle que forme la chaîne un grand & fort levier, qui ſe trouve ainſi embraſſé par la chaîne, & dont le gros bout poſe ſur la circonférence du rouleau du côté de l'arriere du fardier; alors on attele des chevaux à une corde attachée au bout du levier; ces chevaux faiſant force, & étant ſecourus par le rouleau qui fait l'effet d'un treuil, ſoulevent la charge des pieces de bois, dont le gros bout doit appuyer un peu ſous la traverſe de bois quarré qui eſt derriere le limonnier. Si du premier coup on n'a pas atteint l'équilibre convenable, on laiſſe retomber la charge ſur les chantiers, & on avance ou on recule l'eſſieu, le rouleau, & même la chaîne; mais quand on a trouvé l'équilibre, on arrête la corde qui eſt au haut du levier au bout des pieces de bois quarré qui excedent le derriere du fardier; alors la voiture ſe trouve en état d'être conduite à ſa deſtination.

Quand on ne peut gagner qu'une petite riviere qui n'eſt point navigable, on fait flotter les bois par petits radeaux qu'on proportionne à la force de la riviere, pour les conduire juſqu'aux ports des grandes rivieres où on en forme des trains, comme nous allons l'expliquer, ou bien on en charge des bateaux.

ARTICLE IV. *Du Flottage des Bois de Charpente.*

LA NAVIGATION des petits radeaux par les ruiſſeaux eſt ordinairement longue & pénible; & par cette raiſon à leur arrivée aux ports des grandes rivieres, les bois ſe trouvent aſſez pénétrés d'eau pour être devenus *canards :* alors il faut, avant que d'en former des trains, les tirer à terre, & les y laiſſer ſe deſſécher, ce qui altere conſidérablement le bois, non-ſeulement parce que l'eau emporte toujours avec elle les parties les moins fixes du bois, mais encore parce que l'augmentation & la diminution du volume des pieces, par l'eau qui s'y introduit & qui enſuite ſort du bois, produit un mouvement qui en fatigue beaucoup les parties ſolides. Enfin, après ce premier flottage, il ſe forme

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 71 sur 651

dans les pieces, des fentes qui, au ſecond flottage, ſe rempliſſent d'eau & de vaſe, ce qui les endommage encore beaucoup.

Les Flotteurs ont différentes méthodes pour conſtruire les trains : les uns percent les pieces obliquement vers les angles *a* (*Planche VI. Fig.* 1) de chaque bout pour y paſſer leurs *riolles* ou *rouettes* : les autres font pluſieurs trous de 3 ou 4 pouces de profondeur aux extrémités des pieces *b*, dans leſquels ils introduiſent un bout de leurs rouettes *c*, & les arrêtent avec des coins. Cette méthode porte un préjudice conſidérable aux pieces, parce que les rouettes qui ſont d'un bois tendre & ſpongieux, pompent l'eau qui s'inſinue par leur moyen dans le cœur des pieces ; les bouts des rouettes qui reſtent dans les trous s'y pourriſſent, & communiquent leur pourriture aux parties voiſines ; c'eſt ce qui fait qu'on trouve quelquefois à l'extrémité des pieces juſqu'à 8 de ces chevilles pourries, qui ſont à plus d'un pied du bout des pieces, ce qui met dans la néceſſité de les rogner de 18 pouces à chaque bout pour trouver le bois ſain. On ménageroit beaucoup de bois, ſi l'on ſe ſervoit de crampes pour faire ces trains ; mais tout au moins devroit-on ſuivre la méthode de ceux qui ne font que deux trous aux angles vers les extrémités des pieces *a* (*Fig.* 1) ; par cette pratique, les rouettes ne reſtent point dans les trous qui demeurent ouverts, & ſe deſſechent ſans qu'il s'y forme de pourriture : nous allons expliquer en détail cette maniere de faire les trains.

On fait ces trains ou radeaux plus ou moins grands, ſuivant la force des rivieres. Lorſque les pieces de bois doivent être rendues dans un port de mer, on les embarque dans des flûtes ou des gabares, ce qui eſt facile au moyen d'un ſabord qu'on a pratiqué à la pouppe, & qui répond dans la cale ; mais pour peu que les bois doivent reſter ſur l'eau, il faut avoir grande attention de ne les point renfermer dans la cale des vaiſſeaux lorſqu'ils ſont très-remplis de ſeve ou très-pénétrés d'eau ; ils s'y échaufferoient, & pourriroient bientôt. J'ai vu débarquer des pieces de bois de Chêne pour la conſtruction des vaiſſeaux, & de Hêtre pour les rames des galeres, qui, pour cette raiſon,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 72 sur 651

étoient preſque pourries : il ſortoit de la cale une odeur fétide très-déſagréable.

Avant d'expliquer comment on fait les trains de bois de charpente pour les conduire à flot ſur les rivieres, je crois devoir faire remarquer que pour traîner ces bois ſur des rouleaux, on attache à un des bouts, ou aux deux bouts de chaque piece, un anneau qui paſſe dans un crampon (*Pl. VI. Fig.* 3) ſaiſi par un coin qu'on enfonce dans la piece à coups de maſſe ; comme ce coin fend quelquefois la piece, on a trouvé plus à propos de le former en pas de vis ; mais je trouve encore mieux d'employer un crochet (*Fig.* 4), qui entre dans un trou fait à la piece ; pour peu que le crochet entre à force, il n'échappe point : on attele les chevaux ſur l'anneau.

ARTICLE V. *Maniere de faire les Trains de Bois quarré.*

ON FAIT les trains de bois quarré à l'uſage des Charpentiers, avec plus de facilité qu'on ne fait les trains de bois à brûler, & ce moyen eſt fort commode pour les tranſporter au loin à peu de frais.

Ces trains ſont ordinairement formés de 4 *Brelles BC* (*Pl. VI. Fig.* 2) : on appelle ainſi ce qu'on nomme *Coupons* dans les trains de bois à brûler. Chaque brelle a communément 7 toiſes & demie de longueur ; leur largeur varie plus que la longueur. On tient ces trains étroits quand ils doivent deſcendre des rivieres qui ont peu de largeur & beaucoup de ſinuoſités, ou quand ils doivent paſſer par des écluſes. Cependant, ſuivant l'uſage le plus ordinaire, la largeur des brelles ſur les grandes rivieres, varie depuis 14 juſqu'à 18 ou 20 pieds ; ſur les petites rivieres, on fait quelquefois des brelles qui n'ont que 6 ou 8 pieds de largeur ; mais à l'entrée des grandes rivieres, on en réunit pluſieurs à côté les unes des autres, pour en former une ſeule de la largeur que nous venons de dire : car comme il n'en coûte pas plus aux Marchands de faire conduire un grand train qu'un petit, il eſt de leur intérêt de les faire auſſi grands qu'il eſt poſſible.

On forme plus ou moins de brelles, ſuivant que les bois ſont

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 73 sur 651

plus ou moins longs. Comme toutes les brelles d'un même train ne ſont pas de la même longueur, on aſſortit, le mieux qu'il eſt poſſible, les pieces qui doivent former une brelle, & l'on a ſoin que les deux côtés ſoient formés par deux fortes pieces qui aient toute la longueur de la brelle, comme *D E*, *F G* (*Fig.* 2); on nomme celles-ci *Gardes*. On choiſit encore une aſſez belle piece *H I* qu'on place au milieu pour y mettre ce qu'on nomme les *Mouſſieres*, qui ſont deux chevilles *H* enfoncées à la tête de cette piece, pour retenir les rames dont on ſe ſert pour conduire le train; en conſéquence il faut placer une mouſſiere à la tête du train, & une autre à la queue.

Toutes les pieces qui doivent former une brelle, doivent être placées à côté les unes des autres, & liées ſur des traverſins *K*, *K*, qu'on nomme *Pouliers :* ce ſont des perches qui ont environ 6 à 7 pouces de groſſeur au milieu, & dont la longueur fait la largeur des brelles; on place cinq pouliers ſur chaque brelle, ſavoir, deux près l'un de l'autre à chaque extrémités, & un dans le milieu.

Pour attacher au moyen des rouettes les pieces de bois quarré qui forment les brelles avec les pouliers qui les traverſent, on perce, avec une tariere, un trou oblique, qui commence à la face ſupérieure d'une piece, & qui aboutit à une face verticale *M* (*Fig.* 5) ou *a a* (*Fig.* 1): il faut encore que ce trou ſoit tel que l'ouverture de la face ſupérieure & horizontale, & celle de la face verticale, ſoient aſſez écartées l'une de l'autre pour qu'on puiſſe mettre entre deux la perche qu'on nomme *le Poulier ;* de ſorte qu'en mettant une rouette dans le trou de la face horizontale, elle ſorte par le trou de la face verticale; & qu'en embraſſant les pouliers *N*, on puiſſe faire deſſus le nœud ou le maillon qui ſerre fortement le poulier contre la piece. On fait la même choſe à l'autre extrémité de la piece; & ayant ainſi lié très-fermement les cinq pouliers ſur toutes les pieces de bois quarré qui forment une brelle, elle ſe trouve achevée (*Fig.* 2); ſur quoi il faut remarquer:

1°, Qu'on ajuſte à terre, à côté les unes des autres, toutes les pieces qui doivent former une brelle: on poſe deſſus une

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 74 sur 651

regle, qui repréſente les pouliers, pour marquer où doivent ſe faire les trous, ſoit ſur la face ſupérieure & horizontale, ſoit ſur les faces verticales ; & après avoir ſéparé ces pieces, on perce les trous à terre.

2°, Souvent il n'y a dans une brelle que trois pieces qui aient toute ſa longueur, ſavoir, les deux gardes des bords *D E*, *F G*, & la piece du milieu *H I* (*Fig.* 2), où l'on place les mouſſieres.

3°, Les autres pieces qu'on nomme *de rempliſſage*, ſe trouvant de différentes longueurs, ſont ajuſtées de façon que pluſieurs puiſſent faire la longueur de la brelle ; & l'on a ſoin qu'elles ſoient liées les unes aux pouliers de l'avant, les autres à ceux de l'arriere & à celui du milieu : ſi cela ne peut pas être, on perce des trous *O* aux bouts des pieces qui ſe touchent, pour les lier les unes aux autres avec des rouettes.

4°, Pour qu'un train puiſſe bien ſe gouverner à l'eau, il faut qu'il ſoit plus large par le bout de derriere, que par celui de devant ; c'eſt pourquoi on diſpoſe toutes les pieces de façon que le bout le plus menu ſoit placé à l'avant de la brelle, & le gros bout vers l'arriere.

5°, A la brelle de l'avant & à celle de l'arriere, on perce, comme je l'ai dit, deux trous dans la piece du milieu, & l'on enfonce dans ces trous deux fortes chevilles ou *Mouſſieres H*, qui forment le point d'appui de la rame qui ſert à gouverner le train ou radeau.

6°, Quand les bois ſont lourds, & qu'on juge qu'en peu de temps ils pourroient devenir canards, on a ſoin de ménager entre les pieces de rempliſſage, ſur-tout vers l'avant & vers l'arriere, des places vuides dans leſquelles on puiſſe mettre des futailles, qu'on y aſſujettit fermement avec de fortes harts qui paſſent dans des trous pratiqués au bout des pieces, & qui embraſſent la futaille.

7°, On fait plus ou moins de coupons ou brelles, ſuivant que les pieces de bois ſont plus ou moins longues : le coupon de devant ſe nomme coupon ou *Brelle de tête*, & celui de derriere *Brelle de queue*.

8°, On a ſoin, en établiſſant les pieces, qu'elles forment par

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 75 sur 651

leur réunion, à peu près un parallélogramme rectangle, dont le deſſus doit toujours être de niveau, parce que les faces ſupérieures des pieces ſont aſſujetties par les pouliers ; mais on ne peut obſerver la même régularité pour la face inférieure des pieces, parce qu'elles ne ſont pas toutes d'une même épaiſſeur.

9°, On établit ſur le rivage, comme nous l'avons dit, toutes les pieces qui doivent former une brelle ; on marque les endroits où doivent être placés les trous, qu'on perce auſſi à terre ; enſuite on les jette à l'eau pour lier à flot avec des rouettes les pouliers ſur les pieces.

10°, Lorſque deux brelles ſont faites, il faut les lier l'une à l'autre & les joindre de façon qu'il y ait du jeu entre elles : car il n'en eſt pas ici comme des trains de bois à brûler ; ceux-ci étant compoſés d'un grand nombre de bûches poſées en travers, ont toujours ſuffiſamment de jeu pour qu'on puiſſe leur faire prendre la courbure des ſinuoſités d'une riviere. Il n'en ſeroit pas de même des brelles de bois de charpente ; comme elles ſont roides, elles ne ſe prêteroient point aux efforts que feroient les Mariniers pour leur faire prendre différents contours, ſi les brelles étoient fermement & trop exactement liées les unes au bout des autres ; c'eſt pourquoi on fait avec des harts, de forts liens *P*, *P*, (*Planche VI. Fig.* 2), de 6 ou 8 pieds de longueur, & on les attache par leurs extrémités aux pouliers des deux brelles qu'on veut mettre l'une au bout de l'autre, en laiſſant entre elles la diſtance d'environ un pied ou deux, ce qui ſuffit pour mettre le train en état de prendre différentes inflexions.

11°, Ces trains étant dreſſés de la maniere que nous venons de dire, on les conduit de la même façon que ceux de bois à brûler ; on les gouverne avec des perches ou avec deux rames, qu'on place entre les mouſſieres de l'avant & celles de l'arriere.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 76 sur 651

ARTICLE VI. *Maniere de faire les Trains de Bois de Sciage.*

LES TRAINS de bois de ſciage ſe dreſſent comme ceux de bois à brûler ; c'eſt-à-dire, qu'on met les planches, les membrures, &c, en travers : comme ces pieces ont ordinairement 12 ou 18 pieds de long, elles font la largeur totale d'un coupon, qu'on appelle ici une *Ecluſée* ; au lieu qu'il faut trois ou quatre branches pour faire un coupon de bois à brûler, qui eſt communément de 14 pieds de largeur. On arrange donc à terre, ſur un plan incliné ou ſur une couloire, & ſur trois ou quatre chantiers poſés deſſous, & qui ont ſouvent 12 ou 14 toiſes de longueur, un lit de grandes planches ou membrures de la longueur & largeur qu'on veut donner à l'écluſée : ſuppoſons que ce ſoit 18 pieds, on arrange ſur les chantiers de deſſous un lit de planches de 18 pieds ; s'il y a des planches de 6 pieds, on en met trois *p*, (*Fig.* 6) entre d'autres de 18 pieds ; ſi elles ont 9 pieds, on en met deux bout à bout *q q* pour faire une longueur de 18 pieds, ou une de 9 & une de 6, *r r*, & il reſte un vuide de 3 pieds ; on forme ainſi, lit par lit, l'épaiſſeur entiere de l'écluſée : ainſi, un train qui eſt compoſé de deux écluſées, ſe trouve avoir 24 à 28 toiſes de longueur. A l'égard de l'épaiſſeur de ces trains, on met d'ordinaire trois ſolives l'une ſur l'autre, ou trois poteaux, ou cinq membrures, ou 4 chevrons, ou 15 planches d'un pouce d'épaiſſeur, ou 10 planches d'un pouce & demi, ou 8 de 2 pouces ; de ſorte que l'épaiſſeur des écluſées ſe trouve être de 15 à 16 pouces, & que le train entier contient à peu près 300 pieces de bois. On finit toujours les écluſées comme on les a commencé, par des pieces qui aient toute la largeur de l'écluſée ; on poſe par-deſſus les chantiers de deſſus, qu'on lie à ceux de deſſous avec des rouettes, de la même façon que nous avons dit qu'on lioit les coupons de bois à brûler, & on les pouſſe de même à l'eau ; on y ajoute encore quelques traverſins *T* (*Fig.* 7), pour attacher les harts ; enfin, on attache enſemble les deux écluſées, comme les brelles de bois quarré ; & ces trains ſe conduiſent auſſi avec des rames ou des perches.

CHAPITRE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 77 sur 651

CHAPITRE IV.

Réſumé de ce qui a été dit ſur le Tranſport des Bois.

ON A VU, par ce que nous venons de dire, que quand les Forêts ſe trouvent à portée des endroits où les bois doivent être employés, on les y voiture par terre; c'eſt ſans doute le cas le plus avantageux : mais ce moyen eſt impraticable quand les Forêts ſont éloignées du lieu de la conſommation; & ſi les chemins ſont trop difficiles pour tranſporter les arbres en entier, on prend le parti de convertir les gros corps en ouvrages de fente, ſerches de boiſſellerie, merrain, traverſin, lattes, échalas, &c. parce que ces petits ouvrages peuvent être voiturés en détail par des bêtes de ſomme, ce qui ne ſeroit pas praticable pour les groſſes pieces : on a lieu de regretter les belles & groſſes pieces qu'on ſe trouve forcé de convertir ainſi en menus ouvrages.

Mais quand il ſe trouve des rivieres flottables ou navigables à portée des Forêts, on peut faire, ſelon l'occaſion, des bouts de chemins pour conduire les groſſes pieces au bord de ces rivieres, où on les embarque dans des bateaux dont on proportionne la grandeur à la force des rivieres, ce qui eſt auſſi bon que de les tranſporter par charrois; mais le plus ſouvent, lorſque les rivieres ne portent pas bateau, ou que l'on veut ménager les frais du tranſport, on en forme des radeaux, ou des trains proportionnés à la force de l'eau & à la largeur des rivieres, comme nous l'avons dit, & on les tranſporte de cette façon aux endroits où l'on doit les employer : ſi c'étoit des bois de conſtruction, lorſqu'ils ſeroient rendus à un port de mer, on les chargeroit ſur des flûtes, ou des gabares, qui les rendroient aux ports où l'on conſtruit des vaiſſeaux.

Il ſe préſente ici deux queſtions qu'il eſt à propos de diſcuter;

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 78 sur 651

l'une conſiſte à ſavoir s'il faut laiſſer quelque temps les bois dans les ventes après qu'ils ont été équarris ou débités, ou s'il eſt préférable de les en tirer ſur le champ, & de les voiturer au lieu où l'on doit en faire l'emploi. La ſeconde queſtion, qui eſt la plus importante, conſiſte à ſavoir lequel eſt le plus convenable de voiturer les bois, ſoit par charrois, ſoit dans des bateaux, en un mot, à ſec; ou bien à flot, comme en trains ou en radeaux, & quel eſt le degré d'altération que le flottage occaſionne aux bois.

ARTICLE I. *Faut-il tirer les Bois hors des ventes auſſi-tôt qu'ils ſont exploités ?*

SI L'ON ſe rappelle ce que nous avons dit dans la ſeconde Partie, Livre IV, de l'*Exploitation des Bois*, on ſera convaincu qu'on ne peut pas tirer trop promptement les bois des Forêts, auſſi-tôt qu'ils ont été équarris, ou refendus à la ſcie de long, ſuivant leurs différentes deſtinations; car en ſéjournant dans les Forêts, la face qui porte contre terre ſe pourrit, celle de deſſus ſe fend par le hâle, & l'eau qui entre enſuite dans les fentes y occaſionne la pourriture. Il arrive encore que dans certaines circonſtances, par exemple, dans les années chaudes & humides, les bois ſont percés par différentes eſpeces de vers à ſcarabées. En un mot, on eſt toujours plus en état de bien conſerver les bois dans les chantiers, que dans les Forêts. Cependant comme il faut quelquefois attendre des crûes d'eau pour voiturer les bois par les rivieres, ou un temps ſec quand le tranſport doit ſe faire par terre, ou qu'enfin il y a telle ſaiſon où les travaux de la terre font manquer de voitures, il faut dans ce cas, faire enſorte de raſſembler les pieces de bois ſur un terrein élevé & ſec, les empiler ſur des chantiers aſſez élevés au-deſſus du terrein, & de façon que l'air puiſſe les traverſer de toute part; enfin faire enſorte de couvrir exactement ces tas de pieces avec des croûtes ou doſſes qu'on a levé ſur les bois de ſciage, ou avec de gros copeaux; mais le mieux eſt toujours de rendre les bois à leur deſtination le plus promptement qu'il ſera poſſible : nous en avons amplement prouvé la néceſſité dans le Traité de l'*Exploitation des Bois*.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 79 sur 651

ARTICLE II. *Quel eſt le plus avantageux de voiturer les Bois par charrois ou dans des bateaux ; en un mot, à ſec, ou à flot, en Trains ou en Radeaux ?*

CETTE Queſtion tient à une autre très-conſidérable, que nous diſcuterons avec tout le ſoin poſſible lorſque nous parlerons de la conſervation des bois dans les Chantiers ; il s'agira alors d'examiner ce que l'eau douce & l'eau ſalée peuvent opérer ſur les bois. Pour ne point revenir pluſieurs fois ſur les mêmes objets, je me contenterai de dire ici en général, & comme par anticipation, qu'il ſeroit avantageux pour les bois de charpente, qu'ils puſſent être voiturés au lieu où ils doivent être employés ſans avoir été mis dans l'eau ; & que quand, à raiſon de l'éloignement des Forêts, on eſt obligé de les conduire à flot, il eſt à propos de faire enſorte qu'ils n'y ſéjournent que le moins qu'il eſt poſſible, & ſur-tout éviter de les remettre dans l'eau à pluſieurs repriſes. Cet article eſt des plus intéreſſants pour les Marchands de bois ; car j'ai vu quantité de pieces qui étoient à moitié uſées, & entiérement rebutables, pour avoir reſté long-temps, ſoit dans les Forêts, ſoit ſur les ports, ſoit aux entrepôts, où les bois dépoſés au voiſinage de l'eau, ſont toujours expoſés à des brouillards, à des exhalaiſons qui ſortent de la terre, en un mot, à une humidité qui produit la pourriture, ou au moins qui les endommage conſidérablement.

La négligence des Marchands de bois eſt quelquefois telle, que j'ai vu des pieces qui, à toutes les marées, ſe trouvoient couvertes d'eau, & alternativement expoſées au grand hâle ; aſſurément rien n'étoit plus propre à les faire pourrir promptement.

Enfin, quand on détruit les trains pour en charger les bois ſur des vaiſſeaux, il faut avoir ſoin de les laiſſer ſe deſſécher avant de les enfermer dans la cale, où immanquablement ils s'échaufferoient & s'altéreroient plus ou moins, ſuivant la longueur du temps de la navigation. C'eſt ce que j'ai vu arriver bien des fois, & particuliérement à Marſeille, où j'étois lorſqu'il

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 80 sur 651

arriva de la Lorraine Allemande des pieces de bois de Hêtre pour faire des rames. Ces bois avoient d'abord été flottés dans une riviere, & embarqués enſuite dans un bâtiment avant qu'ils fuſſent ſecs. Au déchargement, on ſentoit une odeur de pourriture déſagréable; heureuſement, comme la traverſée n'avoit pas été longue, il ne ſe trouva, à la plûpart de ces pieces, que la ſuperficie échauffée, ſur-tout aux endroits où les pieces ſe touchoient; l'altération s'y étendoit juſqu'à deux pouces de profondeur; l'intérieur ſe trouva bon, quoiqu'il fût très-chargé d'humidité; quelques-unes cependant étoient tellement pourries, qu'elles rompoient en les déchargeant.

Au reſte, ces propoſitions générales ſouffrent des exceptions, & je le ferai voir dans le Chapitre ſuivant: car il y a tant de reſſemblance entre les altérations que les bois ſouffrent dans le tranſport, & celles qu'ils éprouvent dans les Chantiers, qu'on ne peut ſéparer ces deux objets: nous allons donc examiner dans le Livre ſuivant ce qui arrive aux bois que l'on conſerve dans les Chantiers, ſuivant les méthodes uſitées.

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre premier.

PLANCHE PREMIERE.

ELLE eſt principalement deſtinée à expoſer le tranſport des bois tant par terre que par eau.

FIGURES 1 & 2. Des bêtes de charge qui tranſportent à ſomme des ouvrages de Raclerie, ou des menus bois, tels que les échalas, les lattes, &c.

Figures 3 & 4, autres qui tranſportent du charbon dans de grands & de petits ſacs.

Figure 5, Fourgon garni de claies par le côté & en deſſous pour le tranſport du charbon.

Figure 6, Voiture à quatre roues, ou chariot en uſage dans

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 81 sur 651

pluſieurs Provinces pour tirer des ventes le bois & le charbon. On attelle ces différentes voitures avec des chevaux ou des bœufs, & quelquefois des mulets.

Figures 7 & 8, Deux Bannes jaugées, une grande & une petite, qui ſervent au tranſport du charbon, principalement pour la fourniture des groſſes forges. On voit auprès différents tas de charbon.

Figure 9, Bateau chargé de charbon qui remonte une riviere étant tiré par des chevaux.

Figure 10, autre Bateau chargé de charbon qui deſcend une riviere en ſuivant le cours de l'eau.

Figure 11, Charrette chargée de bois à brûler, qui n'a de ridelles que vis-à-vis les roues.

Figure 12, Moule ou membrure dont on ſe ſert à Paris pour meſurer le bois par voie.

Figure 13, Train de bois à brûler qui ſuit le courant d'une riviere.

Figure 14, Outil qui ſert à remuer les bois & à couper les harts, pour faire ou défaire les trains.

Figure 15, Charrette chargée de bois long, ſuivant l'uſage de quelques Provinces. On voit que le bout de devant eſt ſoutenu plus haut que le limonier par de forts ranchers.

Figure 16, Charrette ſans ridelles en uſage dans d'autres Provinces pour tranſporter des bois longs en les chargeant obliquement ſur la voiture.

Figure 17, Voiture nommée *Fardier*, qui ſert à Paris pour tranſporter les gros bois de charpente.

Figure 18, Elle ſert à faire comprendre comment on ajuſte les chantignolles ſous les limons du Fardier pour changer à volonté la poſition des roues relativement à la longueur du fardier.

PLANCHE II.

ELLE ſert à faire comprendre comment on fait ce qu'on appelle une *Couloire*; c'eſt un chantier formé avec des perches, qui s'incline vers une riviere. Il ſert à faire les coupons qu'on met à

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 82 sur 651

l'eau, & qu'on joint les uns avec les autres pour en former des trains.

Figure 1, La couloire vue de face. *A*, la partie élevée de la couloire. *B*, la partie baſſe qui répond à la riviere.

Figure 2, Coupe de la couloire par la ligne *a b*, pour faire voir ſa pente vers la riviere qui eſt en *b*.

Figure 3, Elle ſert à faire voir comment on forme le plan incliné avec des bûches lorſque le terrein eſt plat.

PLANCHE III.

ELLE eſt deſtinée à faire voir comment on forme les branches & les coupons pour les trains de bois à brûler.

Figure 1, Branche vue en perſpective. *B B*, le bout des chantiers de deſſous; *A A*, les chantiers de deſſus : ces chantiers paroiſſent en entier dans la Figure 2. Les chantiers de deſſus & de deſſous ſont liés les uns aux autres par des harts ou rouettes qui ſont en *D D*, & les bûches ſont repréſentées par *C*.

Figure 2, Coupe de la branche Figure 1 par la ligne *A B* : on voit en *B B*, un chantier de deſſous dans toute ſa longueur, & en *A A*, un chantier de deſſus auſſi dans toute ſa longueur. *C, C*, les bûches vues par le bout; *D D*, harts ou rouettes qui lient le chantier de deſſus avec celui de deſſous. *L N O M*, perche courbe qu'on nomme *Bourrache;* elle ſert à donner un point d'appui à la perche avec laquelle on gouverne le train.

Figure 3, Coupe pareille d'une branche de train, pour faire voir comment on aſſujettit des futailles vuides entre les chantiers de deſſus & ceux de deſſous pour faire flotter les trains quand les bois ſont trop lourds.

Figure 4, Coupon formé de quatre branches liées les unes aux autres par des traverſins *I, I*; quand les branches ſont ainſi aſſemblées, & quand un coupon eſt formé ſur la couloire, on le pouſſe à l'eau, & on joint enſemble à flot pluſieurs coupons pour former un train.

Figure 5, Forte rouette ou hart, au bout de laquelle on fait un anneau. Alors on la nomme *Croupiere* à cauſe de ſa forme, ou

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 83 sur 651

Coupiere, parce qu'elle ſert à joindre les uns aux autres pluſieurs coupons.

Figure 6, Elle ſert à faire voir comment on attache les coupons les uns aux autres au moyen des croupieres; elles ſont attachées aux traverſins *c c*, *d d*, de deux coupons ; on paſſe dans les anneaux des croupieres un morceau de bois *e e*, qu'on nomme *Abillot*, & en tournant ce morceau de bois, qui fait l'office de garrot, on roule l'une ſur l'autre les deux croupieres, comme on le voit *Figure 7*, & les deux coupons ſont bien réunis.

PLANCHE IV.

ELLE repréſente deux coupons de quatre branches, garnis de leurs traverſins & de leurs croupieres *Q Q*; mais nous obſerverons qu'on n'a pas, à beaucoup près, donné aſſez de longueur à la queue des croupieres, leurs anneaux *Q Q*, ſont trop près des traverſins : en *A A*, eſt la jonction de deux coupons, & les abillots ſont repréſentés en place.

PLANCHE V.

ON Y VOIT comment on défait les trains de bois à brûler, & comment on les empile dans les chantiers.

FIGURE 1, repréſente un ouvrier qui charge les bûches ſur le dos des crocheteurs qui les portent au chantier.

Figure 2, Elle eſt deſtinée à faire voir comment on empile les bois pour former ce qu'on nomme un Théâtre.

Figure 3, eſt un homme qui tire à terre les bûches avec un inſtrument que nous avons repréſenté *Planche I. Figure 14*.

PLANCHE VI.

ELLE eſt deſtinée à faire voir comment on réunit les bois quarrés & les bois de ſciage pour en faire des trains propres à flotter ſur les rivieres.

FIGURE 1, On voit ſur cette Figure que pour réunir les pie-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 84 sur 651

ces de bois quarré avec des harts, les uns font un trou *aa* à l'angle des pieces dans lequel on paſſe une hart : d'autres percent un trou au bout de la piece en *b*, y mettent un bout de la hart *c*, qu'ils retiennent par une cheville *b* qui fait l'office d'un coin.

Figure 2, Elle repréſente deux brelles, l'une qu'on voit en entier *H B*, & l'autre ſeulement en partie *C*; & il faut ſe ſouvenir qu'aux trains de bois quarré on appelle *Brelle* ce qu'on nomme *Coupon* dans les trains de bois à brûler. Les pieces *D E*, *F G*, qui bordent les brelles s'appellent *Gardes*. On voit en *O O O*, comment on arrange les bois de différentes longueurs entre les gardes pour former le train. On met auſſi au milieu de la brelle une belle piece *H I*, au bout de laquelle on met deux fortes chevilles *H* qu'on nomme *Mouſſieres*; elles ſervent à retenir l'aviron avec lequel on gouverne le train : toutes les pieces de bois quarré ſont retenues par les pouliers ou traverſins *K*, *K*, &c. & on en met deux près l'un de l'autre au bout du train pour y arrêter les croupieres *P*, *P*, qui ſervent à joindre les brelles les unes avec les autres.

Figures 3 *&* 4, Elles repréſentent un anneau & une crampe de fer qu'on ajuſte au bout des pieces pour y atteller des chevaux ou des bœufs, lorſqu'on a à les conduire auprès du chantier où on fait les trains.

Figure 5, Elle ſert à faire voir encore plus clairement que la Figure premiere, comment on fait les trous aux angles des pieces de bois quarré, & comment les harts qui paſſent dans ces trous ſont liées ſur les pouliers *M*.

Figure 6, Elle repréſente une écluſée de bois de ſciage ; car pour ces ſortes de trains on appelle *Ecluſée* ce que nous avons nommée *Brelle* pour les bois de charpente, & *Coupon* pour les bois à brûler. On retient tous ces bois de ſciage, qui font la largeur de l'écluſée, par des chantiers de deſſus & de deſſous *s*, *t*, & des traverſins *T*, *T*, *T*.

Figure 7, Elle repréſente deux écluſées qu'on réunit l'une à l'autre par les croupieres *V*, *V*, &c. qu'on attache aux traverſins *T*, *T*.

LIVRE

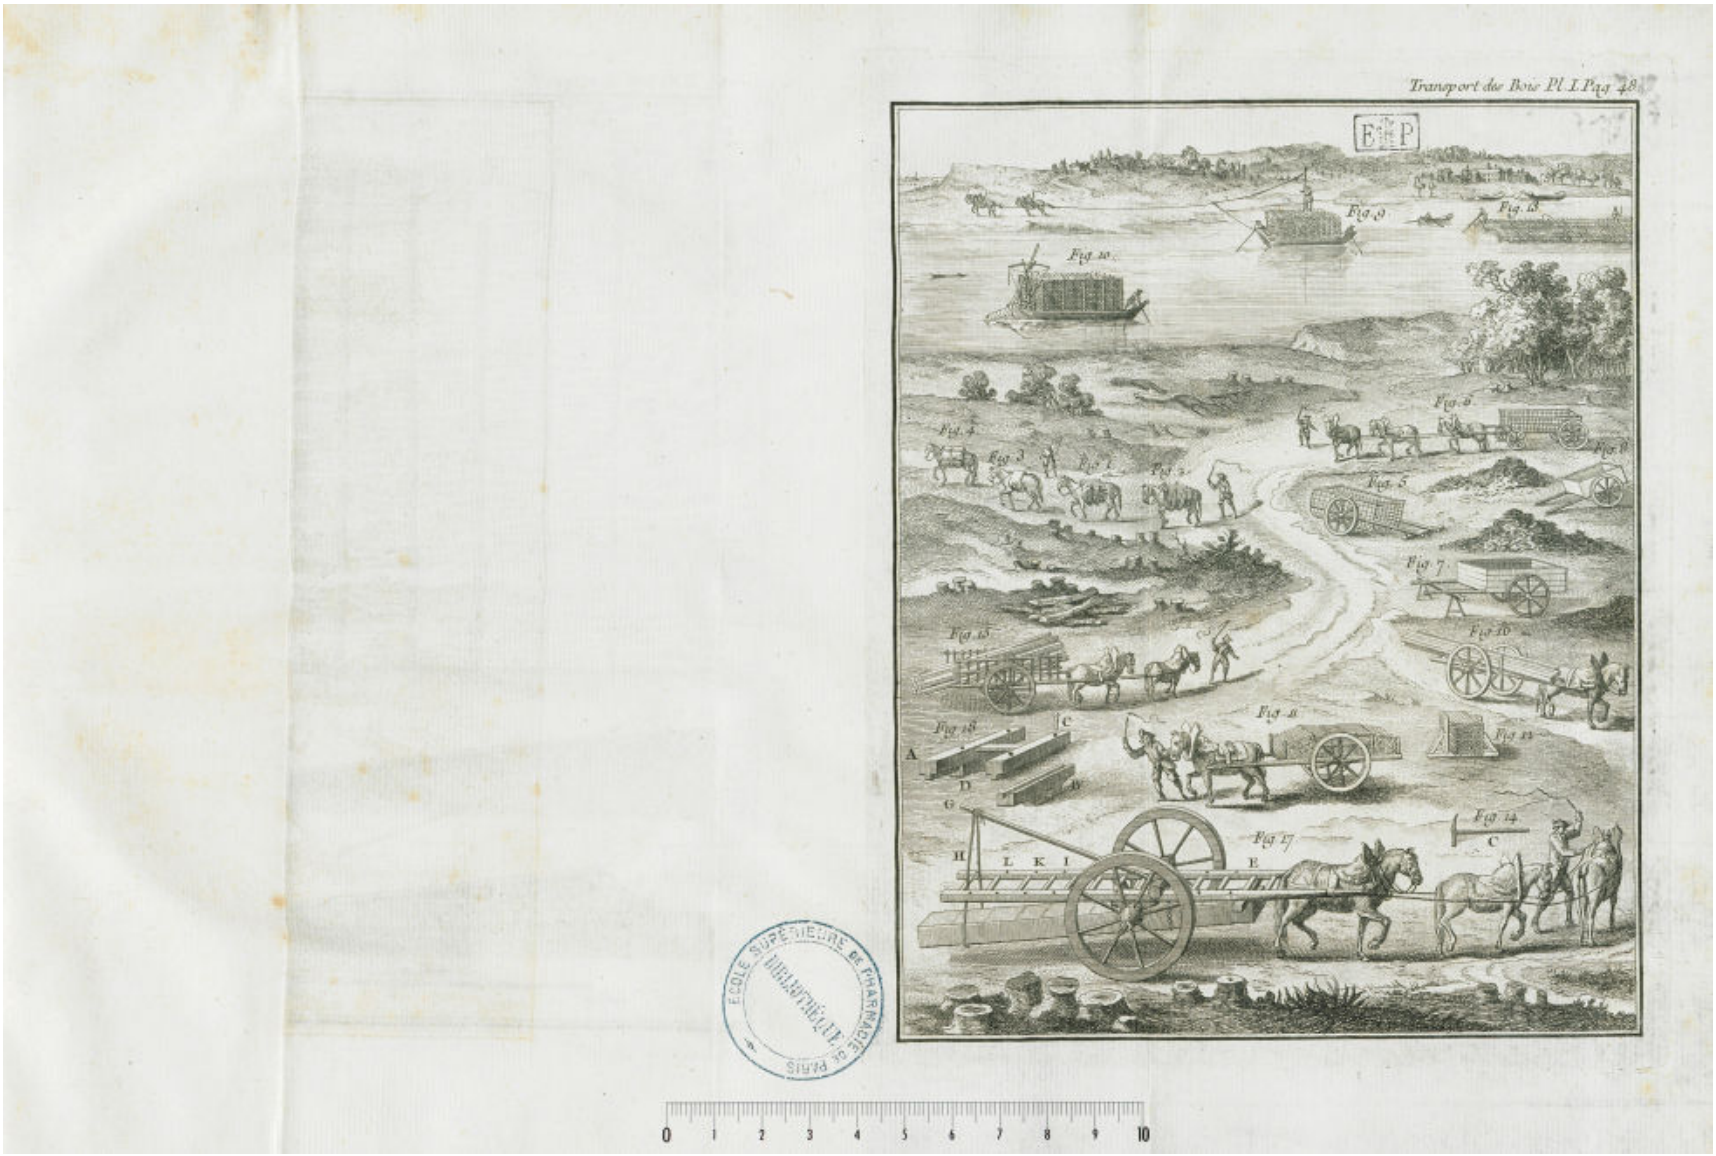

ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE

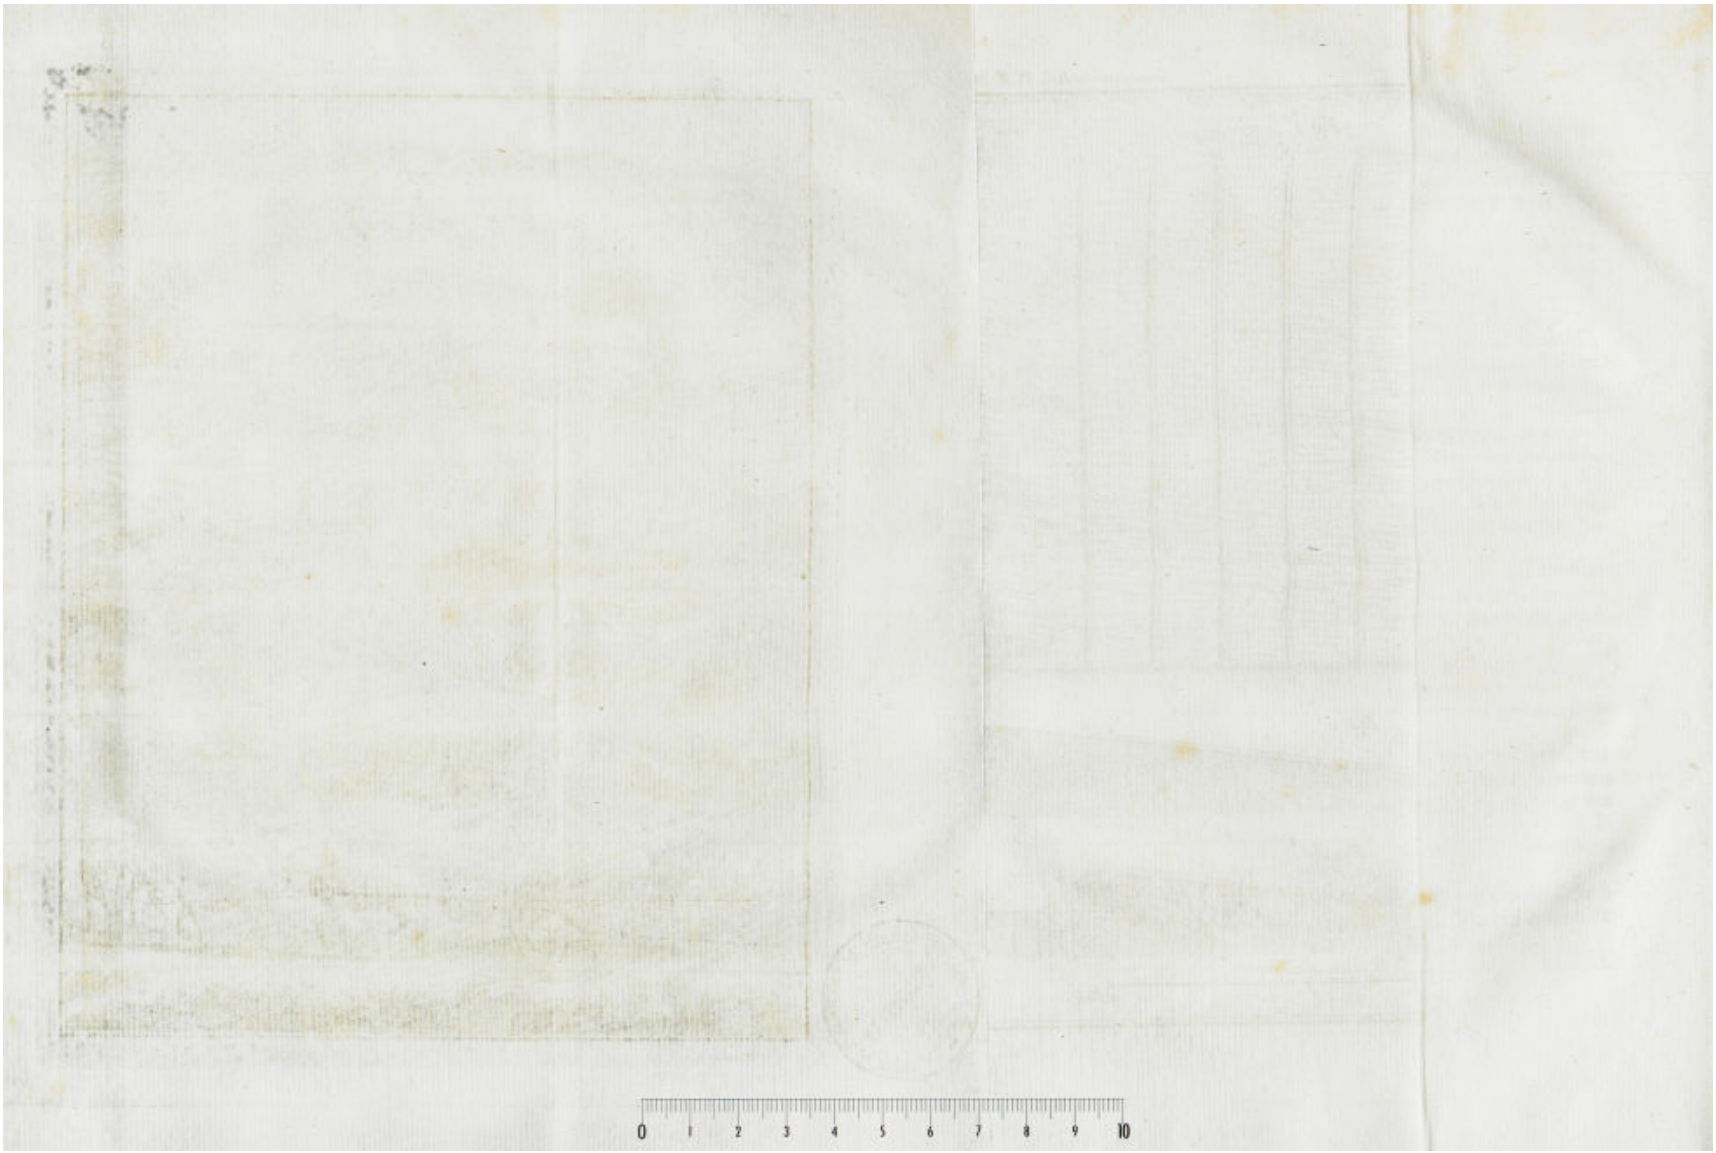
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

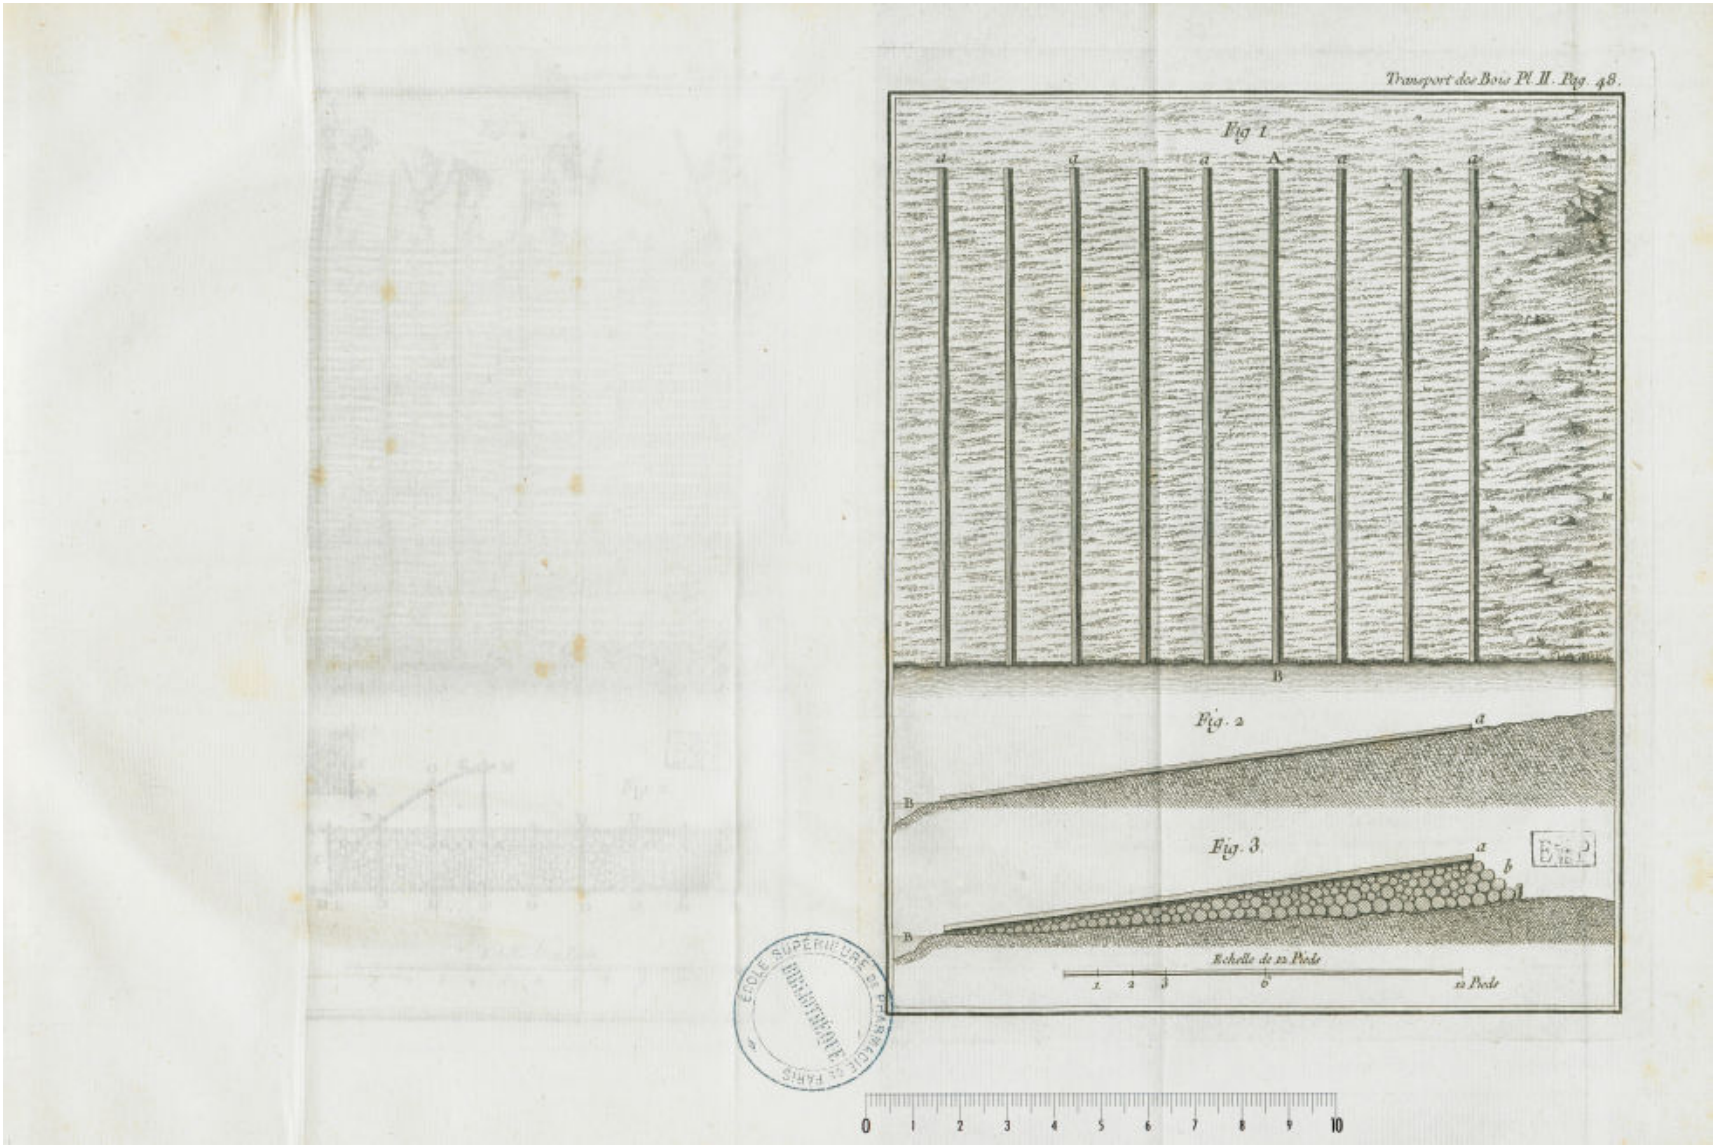
Transport des Bois Pl. II. Pag. 48.
Fig 1.
a
a
a
A
a
a
B
Fig. 2
a
B
Fig. 3
a
b
B
Echelle de 12 Pieds
1
2
3
6
12 Pieds
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

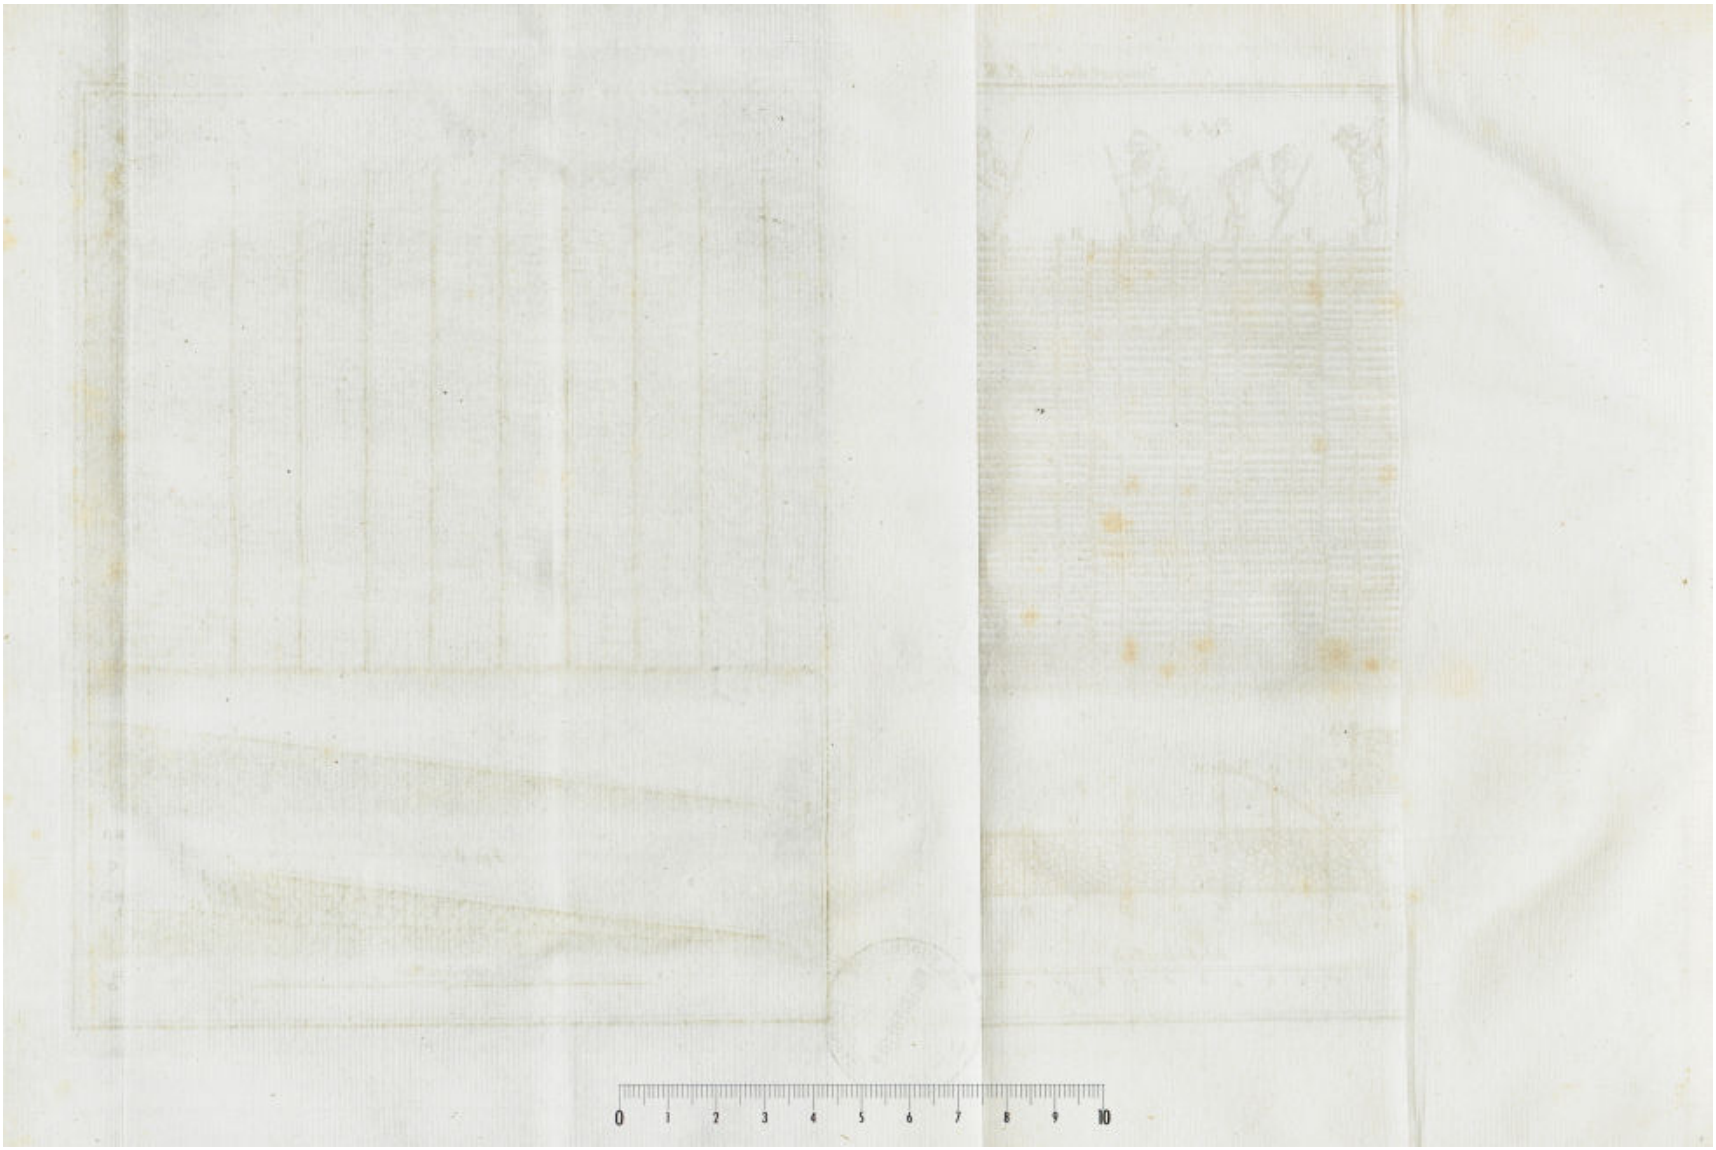
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

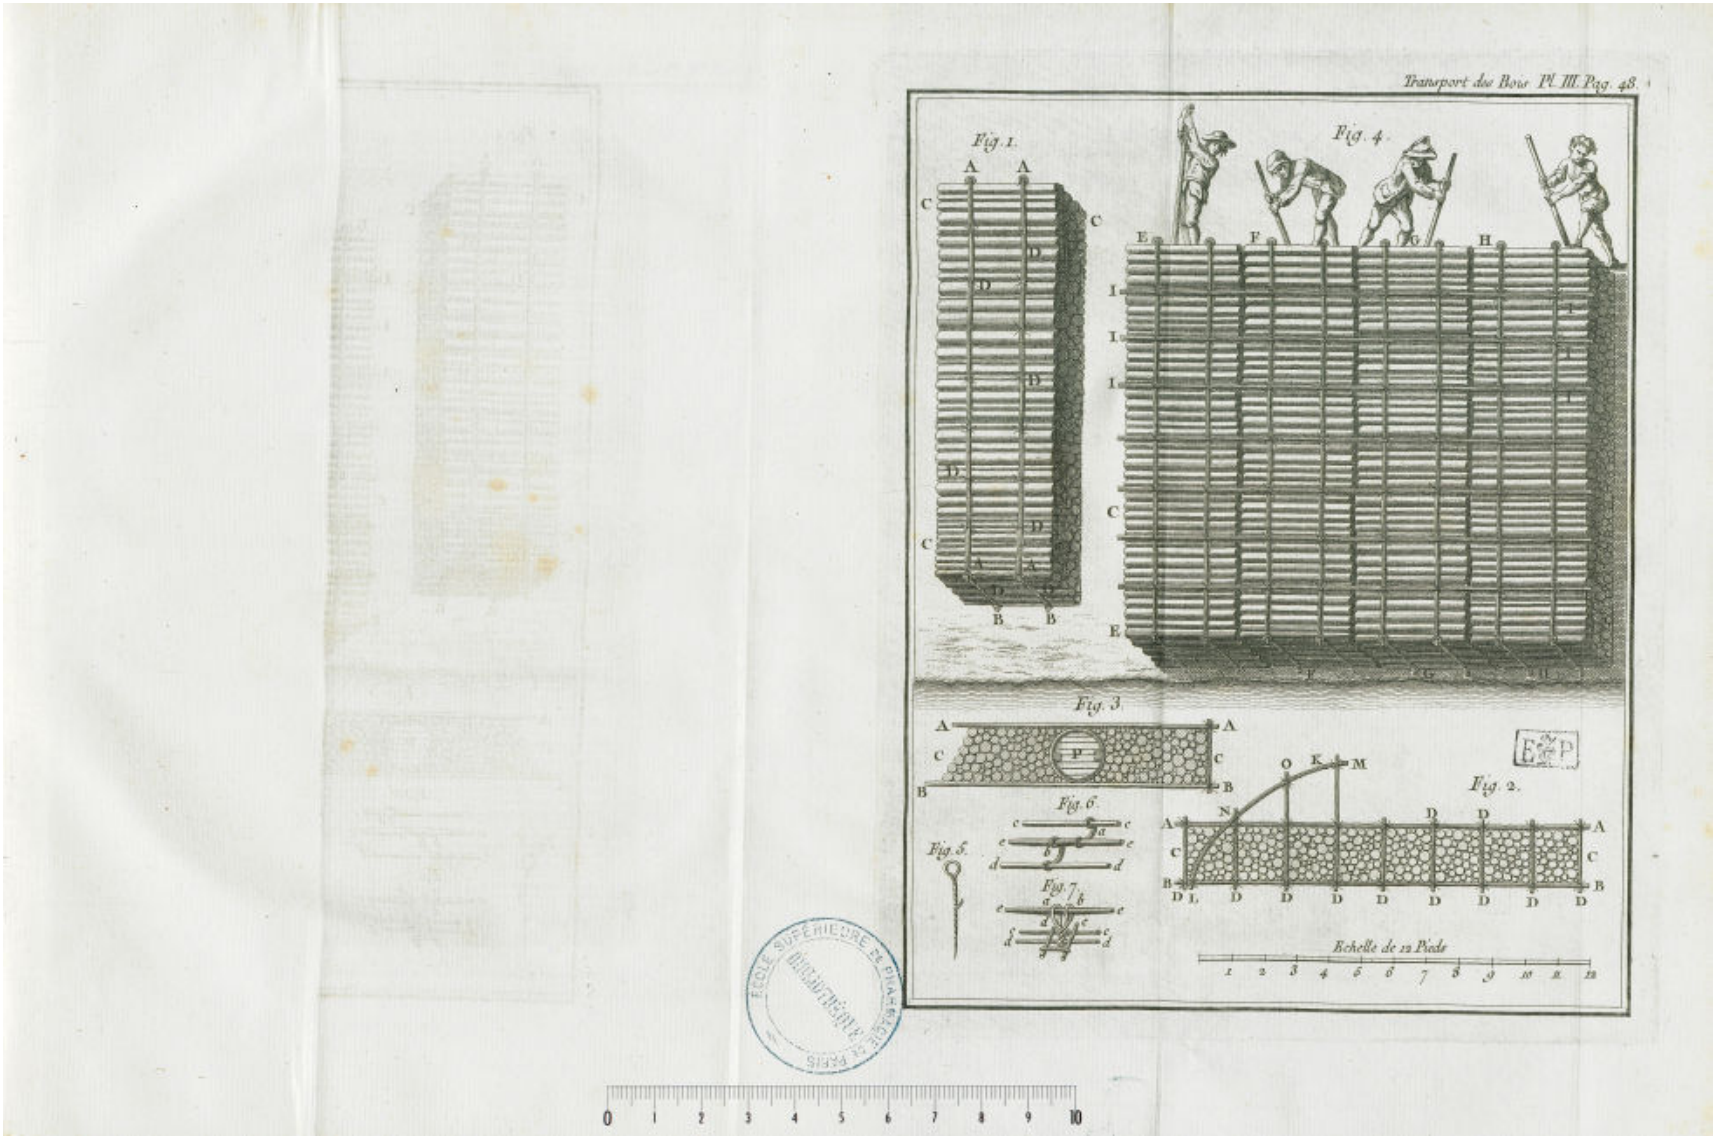
Transport des Bois Pl. III. Pag. 48.
Fig. 1.
Fig. 4.
Fig. 3.
Fig. 6.
Fig. 5.
Fig. 7.
Fig. 2.
Echelle de 12 Pieds
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

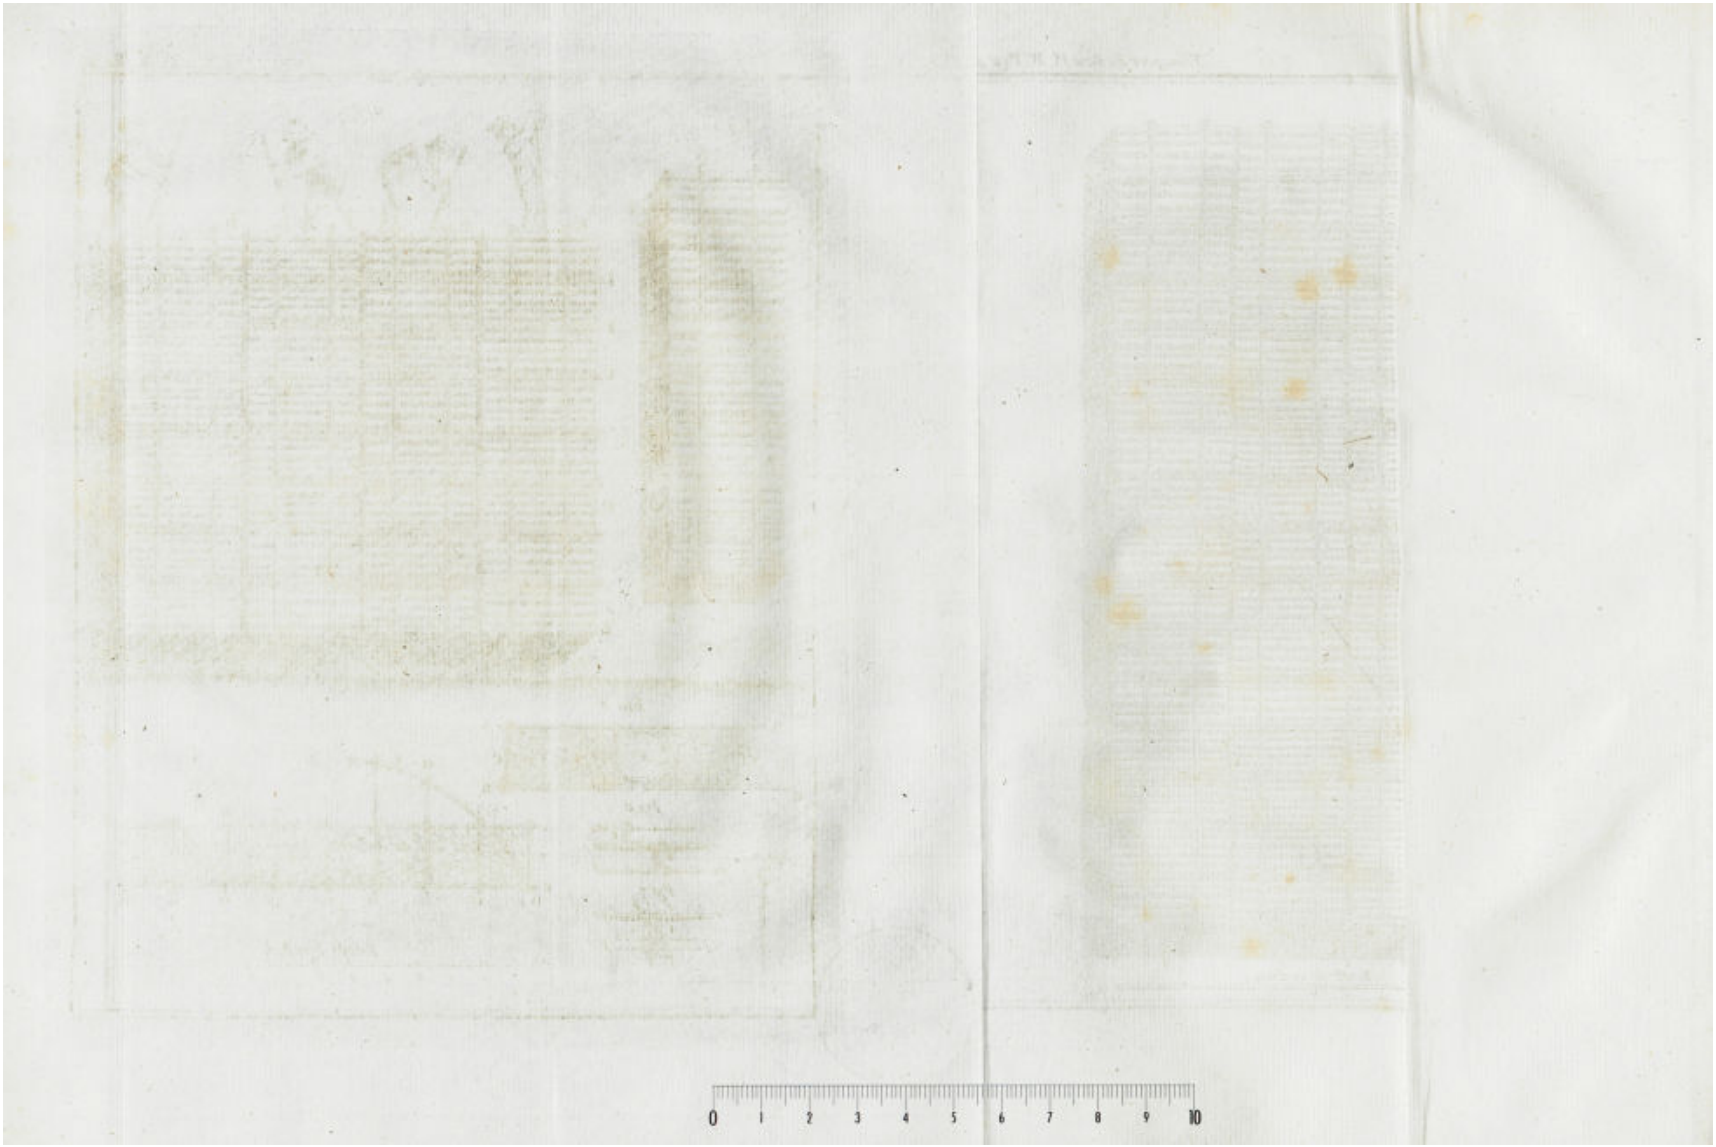
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

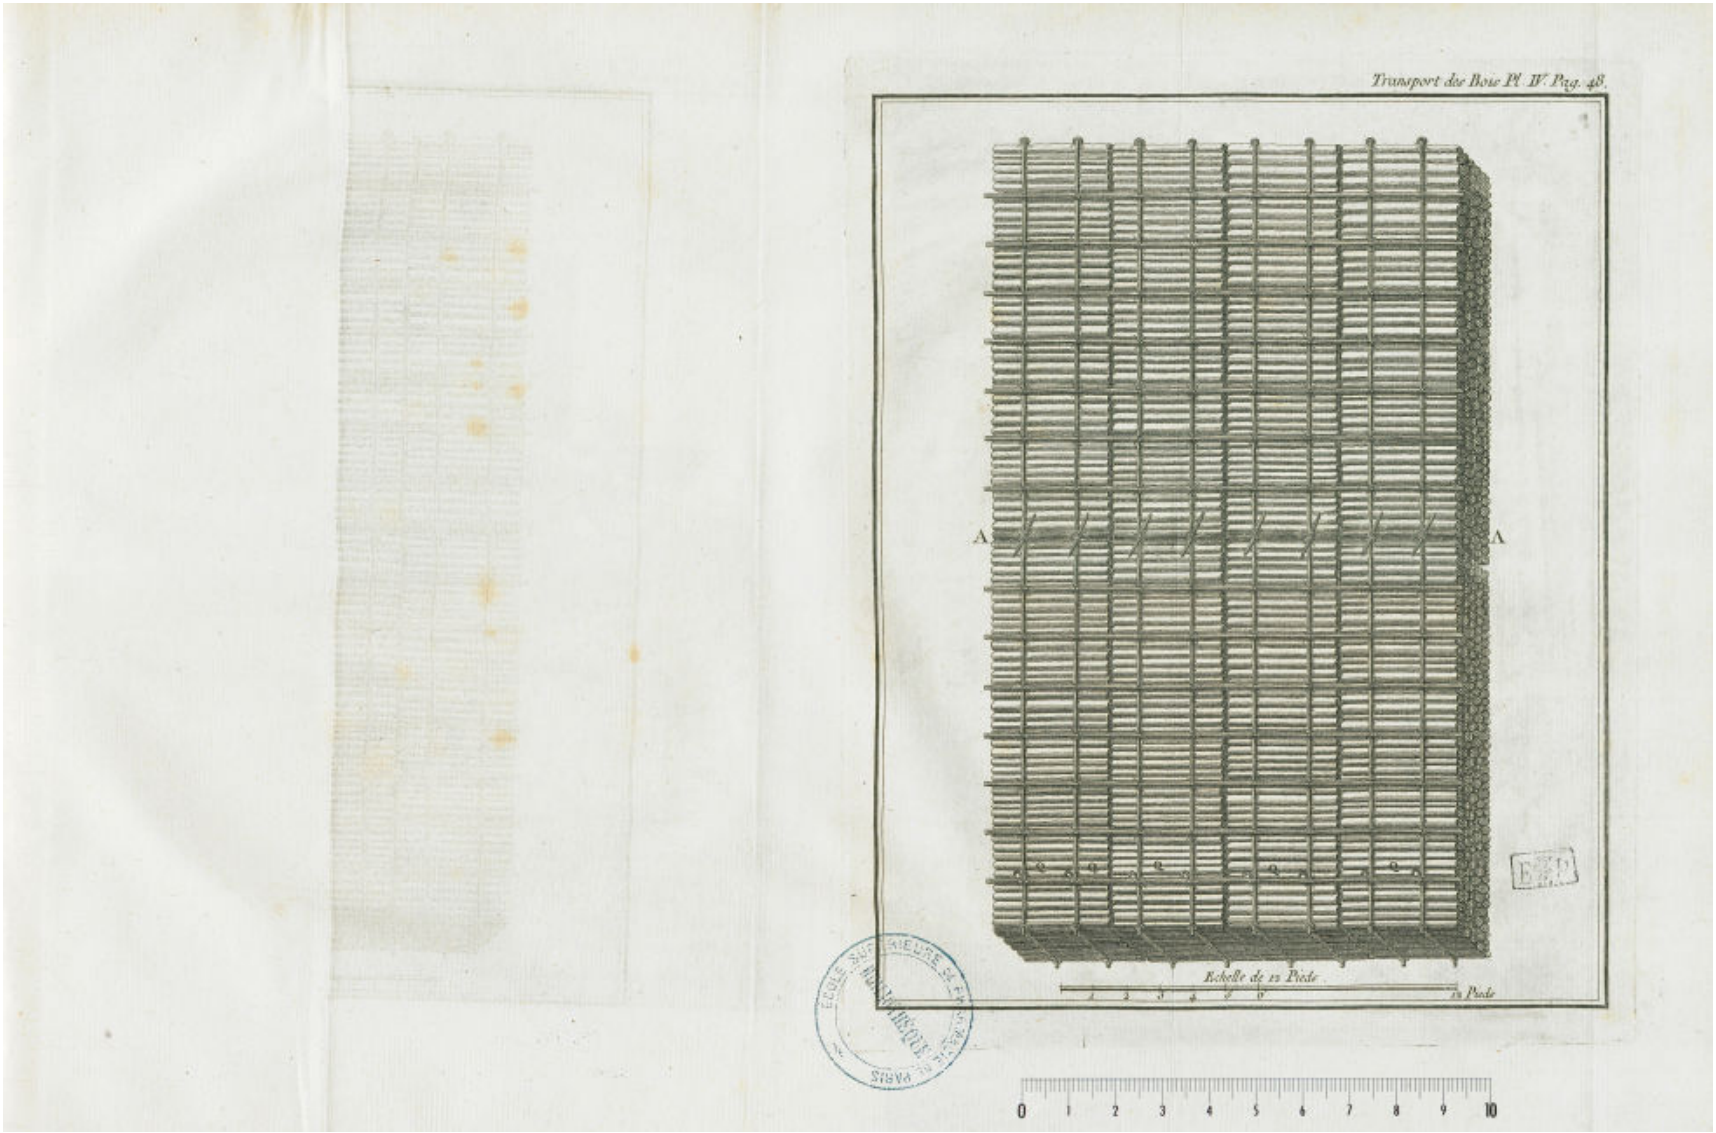
Transport des Bois Pl. IV. Pag. 48.
A
A
Echelle de 12 Pieds
12 Pieds
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

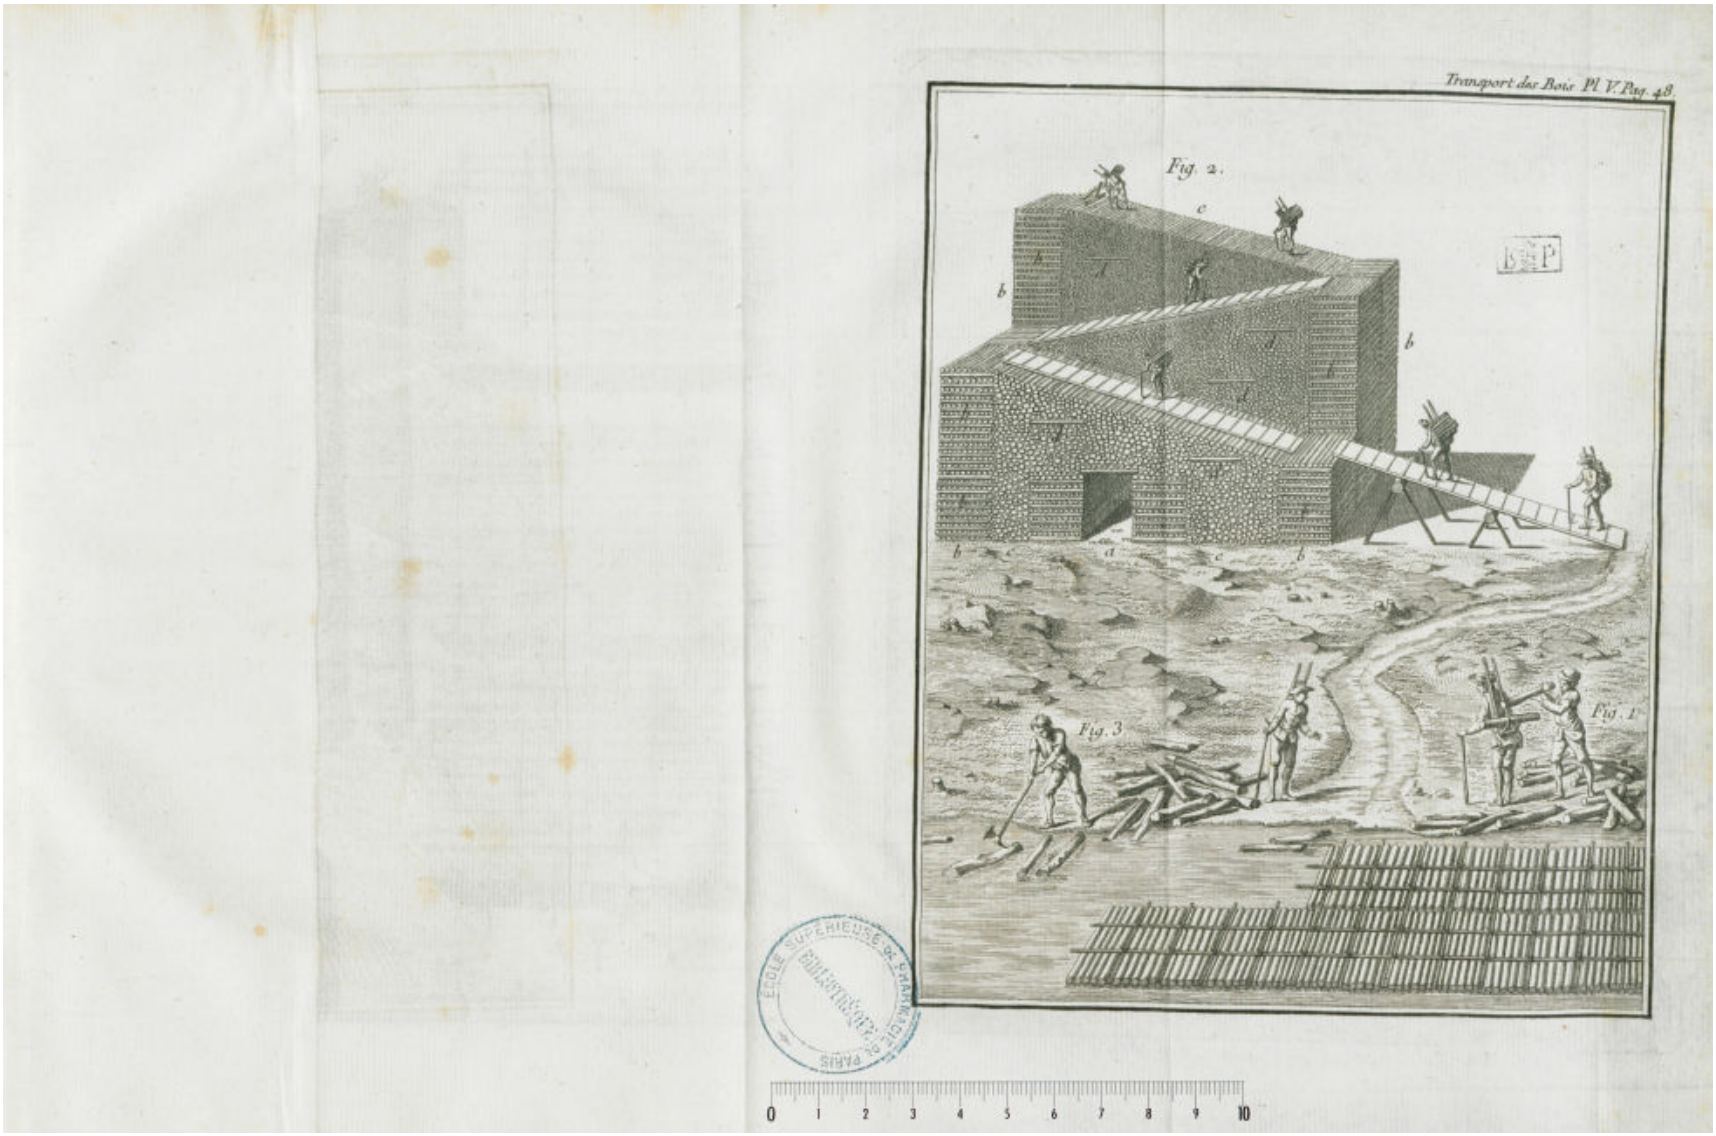
Transport des Bois. Pl. V. Pag. 48.
Fig. 2.
Fig. 3
Fig. 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

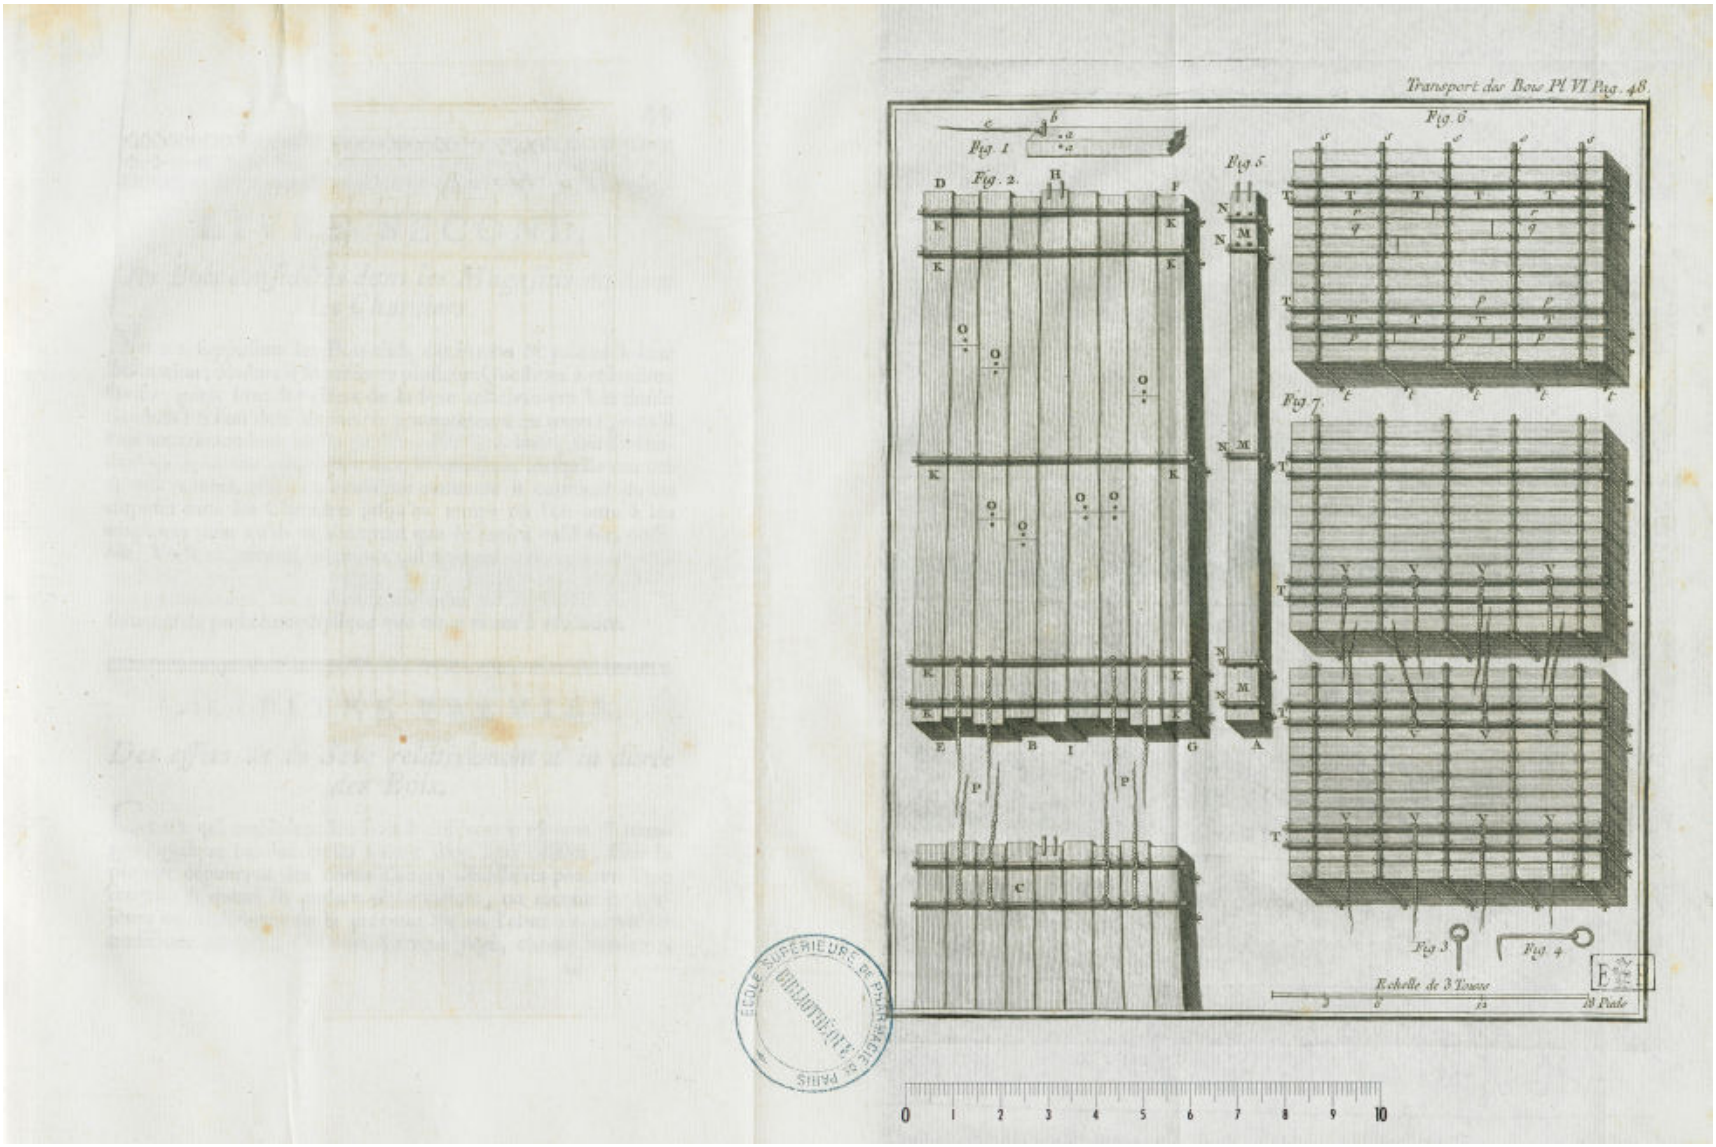
Transport des Bois Pl. VI Pag. 48.
Fig. 1
Fig. 2.
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7.
Fig. 3
Fig. 4
Echelle de 3 Toises
10 Pieds
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LIVRE SECOND.

Des Bois conſidérés dans les Magaſins ou dans les Chantiers.

Nous ſuppoſons les Bois tirés des Forêts & rendus à leur deſtination; dès-lors il ſe préſente pluſieurs Queſtions à réſoudre: ſavoir, quels ſont les effets de la ſeve relativement à la durée des bois? ſi l'on doit les mettre promptement en œuvre, ou s'il faut auparavant leur laiſſer perdre, ſoit leur ſeve, ſoit l'humidité qu'ils auront contractée dans le tranſport lorſqu'ils ont été flottés: enſuite il faudra examiner comment il convient de les diſpoſer dans les Chantiers juſqu'au temps où l'on aura à les employer pour qu'ils ne s'alterent que le moins qu'il ſera poſſible. Voilà en général les objets qui doivent nous occuper dans ce Livre; mais ils nous engageront à diſcuter bien des Queſtions ſubſidiaires, dont l'éclairciſſement eſt important pour la ſolution du problême phyſique que nous avons à réſoudre.

CHAPITRE PREMIER.

Des effets de la Seve relativement à la durée des Bois.

Ceux qui emploient les Bois à différentes eſpeces d'ouvrages, quelque habiles qu'ils ſoient dans leur métier, ſont la plupart dépourvus des connoiſſances néceſſaires pour en bien traiter; & quand ils parlent de cet objet, on reconnoît toujours ou le langage de la prévention, ou l'abus de certaines traditions remplies d'erreurs. Chaque pays, chaque attelier a

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 98 sur 651

ſes principes particuliers ; on y cite de prétendues expériences qui ſe contrediſent, & ſur leſquelles ceux qui prétendent les avoir faites, ne peuvent ſe concilier, parce que la durée ou le dépériſſement des bois ayant des cauſes compliquées, on ne manque jamais de recourir à celles qui conviennent mieux au ſyſtême favori. On s'habitue à parler de la ſeve, comme de beaucoup d'autres choſes, ſans les entendre : les uns prétendent que la ſeve eſt la cauſe de la pourriture des bois, les autres penſent qu'elle contribue à leur conſervation : les uns veulent qu'on la laiſſe ſubſiſter en partie, les autres l'excluent abſolument : les uns prétendent qu'il faut la délayer avec de l'eau douce, d'autres penſent qu'on doit, autant qu'il eſt poſſible, préférer l'eau ſalée à l'eau douce ; d'autres, qu'il eſt mieux de deſſécher les bois à l'air, parce que la ſeve s'échappe naturellement, &c. Aucun de ces avis n'eſt fondé ſur des raiſonnements ſolides, ni ſur des expériences exactes & ſuivies, qui puiſſent tendre à éclaircir de quelle nature eſt la ſeve, en quoi elle conſiſte, & pourquoi on lui attribue tel ou tel effet.

Quant à moi, je regarde la ſeve comme une ſubſtance compoſée de parties réſineuſes, muqueuſes, mucilagineuſes ou gommeuſes, étendues dans beaucoup de phlegme. (Voyez la premiere Partie de l'*Exploitation des Bois* & la *Phyſique des Arbres*). Si ce phlegme eſt abondant, la ſeve tend à la fermentation & enſuite à la putréfaction ; mais ſi l'humidité a été en grande partie diſſipée, les ſubſtances moins volatiles s'épaiſſiſſent, & deviennent un baume conſervateur, qui empêche les fibres ligneuſes de ſe corrompre, ou une eſpece de colle qui les fortifie & les unit les unes aux autres. Je ne m'étendrai point ſur les parties intégrantes de la ſeve, & ne m'arrêterai point à fixer exactement juſqu'à quel point elles peuvent influer ſur la durée ou la deſtruction du bois, parce que j'ai donné dans la premiere Partie de l'*Exploitation des Bois*, Chap. I, des détails que je crois ſuffiſants ſur cette matiere. Mais je dois faire remarquer, qu'en parlant ici des propriétés de la ſeve, je ſuppoſe qu'elle eſt bien conditionnée ; car ſûrement il y en a telle qui a bien plus de diſpoſition à ſe corrompre que d'autres ; pen-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 99 sur 651

dant que certaines ſeves ſont ſi remplies de phlegme qu'elles ſe diſſipent preſqu'entiérement, & qu'il ne reſte enſuite dans le bois que des fibres arides & très-fragiles. Après ce que j'ai dit ailleurs de la nature de la ſeve, je crois devoir me borner préſentement aux idées générales que je viens de préſenter, afin de diſcuter pluſieurs Queſtions particulieres, qui ont un rapport très-direct à l'objet que je me propoſe de traiter dans ce Chapitre.

ARTICLE I. *Doit-on employer les Bois lorſqu'ils ſont encore remplis de ſeve, ou pénétrés de l'eau dans laquelle on les aura flottés? ou eſt-il plus avantageux de ne les employer que quand ils ſont ſecs?*

ON A VU dans la ſeconde Partie de l'*Exploitation des Bois & des Forêts*, *page* 465 *& ſuiv.* que les bois ſe tourmentent & ſe fendent en ſe deſſéchant; d'où l'on peut conclure que pour les ouvrages qui demandent de la préciſion, il faut que les bois ſoient très-ſecs avant de les mettre en œuvre; ſans cette précaution, les aſſemblages de Menuiſerie ſe tourmenteroient, ils ſe déjetteroient; & comme ils ſe retirent beaucoup, les joints ne manqueroient pas de s'ouvrir: ainſi tout l'ouvrage ſeroit bientôt en déſordre.

Ces accidents ne ſont pas tant à craindre pour les gros ouvrages de Charpenterie où l'on emploie de groſſes pieces de bois: ils ne courent pas autant de riſque de ſe déjetter, ou s'ils ſe déjettent, l'effet en eſt communément moins dangereux; mais il en réſulte d'autres inconvénients, lorſque ces bois ſont renfermés dans du plâtre, ou même qu'ils ſont revêtus de Menuiſerie, comme cela ſe pratique communément quand on fait des pans de bois, des cloiſons, des plafonds, &c. A l'égard des membres des vaiſſeaux & des galeres, comme ils ſont renfermés entre les bordages & les vaigres, l'humidité de ces bois, lorſqu'ils ſont verds, ne peut ſe diſſiper; cette humidité ſe concentre entre les différentes pieces de bois; elle s'y corrompt,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 100 sur 651

& les fait pourrir. Voici une Expérience qui prouve ce que j'avance.

EXPÉRIENCE relative à cet objet.

UNE POUTRE ſaine, tant qu'elle reſte dans ſon entier & qu'elle eſt placée dans un lieu ſec, ſe deſſéche ſans ſe pourrir : on en voit dans les Charpentes des Egliſes, dans des Monaſteres & dans de vieux Châteaux, qui ſont encore très-ſaines, quoiqu'elles ſoient en place depuis deux ou trois cents ans. Je dis des poutres ſaines ; car ſi ces pieces euſſent été de bois en retour, elles auroient pourri par le centre. J'ai fait refendre & débiter en planches une forte poutre nouvellement abattue, & une autre qui étoit ſeche : j'ai fait remettre les unes ſur les autres les planches qui avoient été tirées à la ſcie de chacune de ces poutres ; & afin que ces planches ſe joigniſſent plus exactement, je les avois fait fortement ſerrer les unes contre les autres, avec des moiſes de bois & des coins (*Planche VII. Fig.* 1) : l'une & l'autre poutre fut dépoſée dans un lieu ſec. Les planches de la poutre ſeche ſe ſont conſervées en bon état ; mais celles qui avoient été tirées de la poutre nouvellement abattue, & qui étoit encore remplie de ſeve, s'échaufferent aux endroits où les planches ſe touchoient.

La ſeve qui, dans les poutres entieres, ſe ſeroit échappée par les pores, ſortoit de chacune des planches, & s'amaſſoit entre elles où elle prenoit une mauvaiſe odeur ; elle ſe corrompoit, & le bois s'altéroit ; quelquefois même il ſe formoit des eſpeces d'agaric entre les planches.

Cette expérience peut faire comprendre ce qui doit arriver aux bois qui ſont renfermés & recouverts par des lambris de Menuiſerie, ou revêtus de plâtre : la ſeve qui s'évapore ſe trouvant arrêtée, ſe corrompt, & porte la pourriture dans les parties voiſines.

Cet inconvénient eſt peu à craindre pour les charpentes ; comme les pieces qu'on y emploie ſont iſolées & frappées de tous les côtés par l'air, la ſeve a la liberté de ſe diſſiper ; & tout ce qu'on pourroit craindre, c'eſt que les tenons ne s'é-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 101 sur 651

chauffaſſent dans les mortaiſes, ou l'extrémité des poutres vers leurs portées.

A l'égard des tenons, il ne doit pas en réſulter de grands accidents, parce que, comme je le ferai voir dans la ſuite, la ſeve, dans le bois qui ſe deſſeche, ſe diſſipe en vapeurs légeres qui s'élevent dans la piece en ſuivant les pores du bois. Mais on éprouve ſouvent que les poutres ſe pourriſſent, plutôt qu'ailleurs, à la partie qui eſt renfermée dans les murs qui forment un obſtacle à la diſſipation de la ſeve.

Un autre inconvénient qui arrive aux poutres qu'on emploie quand le bois eſt encore verd, c'eſt qu'elles plient ſous la charge, & qu'elles deviennent courbes; ce qui les affoiblit à cauſe de la tenſion inégale des fibres de la piece.

Il eſt évident que les membres des vaiſſeaux ſont fort expoſés à la pourriture, non-ſeulement parce qu'ils ſont renfermés entre le bordage & les vaigres, mais encore parce qu'ils ſont continuellement dans un atmoſphere chaud & humide, qui eſt très-propre à occaſionner la pourriture.

Il n'eſt donc pas douteux qu'il faut, autant qu'il eſt poſſible, n'employer que des bois bien ſecs, ſoit pour les ouvrages de Menuiſerie, ſi l'on veut éviter qu'ils ne ſe déjettent, ſoit lorſqu'il s'agit de charpente, afin qu'ils conſervent de la ſolidité dans leur aſſemblage, principalement lorſque les pieces ne doivent point être apparentes; & auſſi relativement à la conſtruction des vaiſſeaux, pour éviter que la ſeve des bois ne s'amaſſe & ne ſéjourne entre les membres.

On a bien ſenti qu'il ſeroit avantageux de procurer une iſſue à l'humidité qui s'échappe des bois, ou, ce qui eſt la même choſe, de leur donner de l'air; pour cet effet, on a obſervé de faire un trou au bout des baux des vaiſſeaux & des poutres des bâtiments; on a fait des rainures ſur la face des membres des vaiſſeaux aux endroits où ils ſe touchoient; on a mis des taquets entre les membres pour les empêcher de ſe toucher les uns les autres; mais toutes ces tentatives ont été à-peu-près inutiles: car, en premier lieu, que peut opérer un trou de tariere en comparaiſon de la groſſeur d'un bau ou d'une poutre? une rai-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 102 sur 651

nure d'un demi-pouce de largeur par comparaiſon à la ſolidité des membres des vaiſſeaux ? Les taquets paroîtroient plus efficaces ; mais ce qui rend preſque tous ces moyens inſuffiſants, c'eſt qu'il n'y a dans tout cela aucune cauſe phyſique qui puiſſe occaſionner le renouvellement de l'air qui, demeurant ſtagnant, ne peut, pour cette raiſon, diſſiper l'humidité qui s'arrête entre ces bois, & qui y occaſionne la pourriture qu'on voudroit éviter. J'ai vu dans des radoubs, que les trous de tariere qu'on avoit faits aux bouts des baux pour faciliter la diſſipation de l'humidité, étoient, ainſi que les rainures & les fentes naturelles du bois, remplis de champignons.

Il ſeroit beaucoup plus convenable pour les bâtiments civils, de renoncer aux plafonds, & pour les vaiſſeaux de ne pas vaigrer en plein, de ménager de petits ſabords au-deſſous du premier pont, d'ouvrir les écoutilles & les ſabords quand il fait un beau temps, & enfin d'opérer le renouvellement de l'air de la cale par les manches que l'on peut employer comme nous l'avons dit dans notre *Traité ſur la conſervation de la ſanté des Equipages en mer*. On a propoſé de faire du feu dans la cale, ſur le leſt : je crois que ce moyen ſeroit bon & très-propre à renouveller l'air dans un vaiſſeau ; mais il eſt trop dangereux en ce qu'il pourroit occaſionner un incendie. Indépendamment de toutes ces précautions, il eſt toujours plus ſûr de n'employer que des bois ſecs ; ſur quoi il reſte à examiner ſi les bois trop deſſéchés ſont bons à être employés ; s'il n'y a pas un état moyen qu'il faille préférer ; & en ce cas, quel eſt cet état moyen : c'eſt ce que nous allons diſcuter dans l'Article ſuivant.

ARTICLE II. *S'il y auroit de l'inconvénient à employer des Bois trop deſſéchés ; & à quel point de deſſéchement il convient de les employer.*

JE PENSE que les bois pourroient parvenir à un tel degré de deſſiccation qu'ils ſeroient altérés autant qu'ils peuvent l'être par un ſurcroît d'humidité ; car je vois que tous les corps ſolides

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 103 sur 651

perdent cette propriété quand ils ſont privés de toute humidité. Pour rendre ma penſée plus ſenſible, je prends pour exemple le mortier que l'on emploie dans les bâtiments : un bon mortier, fait avec de la chaux & du ciment, eſt mol, & n'a aucune conſiſtance ; en ſe deſſéchant peu à peu, il acquiert une ſolidité comparable à celle de la pierre. J'ai fait de pareil mortier avec du ſable bien deſſéché dans une étuve, & de la chaux qui, ſortant du fourneau, étoit fort ſeche ; j'ai ajouté à ces matieres arides, dont je connoiſſois le poids, une quantité d'eau que j'avois auſſi peſée : une grande partie de cette eau ſe diſſipa d'elle-même, & à proportion qu'elle s'évaporoit, le mortier devenoit très-dur : un an après que le mortier fut fait, l'ayant tenu expoſé au ſoleil, à l'abri de la pluie, je le trouvai fort dur : je le peſai, & je reconnus que ſon poids excédoit celui de la chaux & du ſable que j'y avois employés : il contenoit donc encore de l'eau ? je le mis enſuite dans une étuve échauffée à 50 & 60 degrés du thermometre de M. de Reaumur, ſans pouvoir le ramener au poids des matieres dont il étoit compoſé ; enfin, après l'avoir expoſé ſucceſſivement à différents degrés de chaleur, je fus obligé de lui faire ſubir un feu de calcination pour n'avoir plus que le poids des matieres ſolides qui formoient ce mortier ; mais alors il n'avoit plus de conſiſtance, & il ſe briſoit aiſément ; d'où j'ai conclu que la ſolidité de ce mortier dépendoit de la petite portion d'eau qu'il avoit retenue.

Il en eſt de même du plâtre ; lorſqu'on le tire de la carriere, il n'a que la dureté d'une pierre tendre ; après avoir été calciné, il a perdu ſa dureté ; mais il la reprend quand on lui rend de l'eau, & il la perd ſi on le fait paſſer par une nouvelle calcination, qui fait évaporer totalement l'eau qui avoit été employée pour le gâcher. Les pierres dures, le marbre même, perdent leur dureté quand on en fait de la chaux ; & elles la recouvrent, au moins en partie, lorſqu'on leur reſtitue l'eau qu'on leur avoit enlevée par la calcination. Les morceaux de bois que l'on fait bouillir dans l'huile ſe deſſéchent beaucoup, ils perdent conſidérablement de leur poids ; alors ils ne ſe déjettent, ni ne ſe tourmentent plus ; ils ont perdu le fil de leur bois, & peuvent

être coupés auſſi aiſément en travers qu'en ſuivant la direction des fibres; mais auſſi ils ont beaucoup perdu de leur force. Tous ces faits prouvent aſſez bien que, ſi la trop grande quantité d'humidité rend les corps tendres, il en faut néanmoins une petite quantité pour qu'ils ſoient durs; d'où je conclus que les bois trop ſecs ne peuvent être d'un bon ſervice. En effet, on voit que les bois extrêmement vieux ont perdu de leur dureté, qu'ils ſe rompent aiſément, & qu'ils pourriſſent promptement quand on les expoſe à l'humidité. Une vieille poutre débitée en planches fera une très-bonne menuiſerie; mais ſi l'on emploie ce bois à quelque ouvrage qui reſte expoſé aux injures de l'air, ou qui ſoit dans un endroit chaud & humide, il pourrira promptement. Si l'on charge une pareille piece, elle rompra ſous un poids médiocre. Ceux qui ſont dans l'uſage d'employer des bois, conviendront de tous ces faits.

Il eſt vrai qu'on a peu à craindre que les bois de bonne qualité ſoient trop ſecs; car il faut bien des années pour qu'ils le deviennent aſſez. J'ai fait lever à la ſcie dans une poutre abattue depuis quinze ans, & qui étoit reſtée comme abandonnée à l'air libre, un ſoliveau de 3 pieds de longueur ſur 8 & 10 pouces d'équarriſſage. Cette piece de bois, étant ſeche, n'auroit dû peſer que cent livres & quelque choſe de plus, à en juger par d'autres bois de même qualité: cependant elle ſe trouva peſer 134 livres; & en moins d'un an, elle ne peſa plus que 104 liv. J'ai vu des planches, qui étoient reſtées à couvert dans des Magaſins depuis une trentaine d'années, qui, malgré cela, ſe gauchiſſoient quand on les blanchiſſoit à la varlope ſeulement ſur une face; ce qui ne pouvoit venir que de ce qu'elles n'avoient pas encore perdu toute leur humidité du côté où elles avoient été travaillées. On verra par des expériences que je rapporterai dans la ſuite, qu'un barreau pris dans le centre d'une groſſe piece de démolition, a beaucoup perdu de ſon poids après avoir été conſervé dans un Magaſin ſec.

Je ne crois pas, au reſte, qu'il ſoit poſſible de fixer au juſte le temps où les bois ſont devenus aſſez ſecs pour pouvoir être employés utilement à de gros ouvrages; non-ſeulement parce que

que les bois ſe deſſechent plus promptement dans les Provinces où le ſoleil a beaucoup d'action, que dans celles qui ſont plus froides ; parce que le deſſéchement des bois de même qualité, & dépoſés dans un même lieu, ſe fait en raiſon de leur ſuperficie ; mais encore parce que certains bois ſe deſſechent bien plus promptement que d'autres : car il faut beaucoup moins de temps pour deſſécher les bois gras qui viennent des vieux arbres en retour, que les bois forts qui viennent d'arbres qui étoient encore dans l'âge de profiter. Cependant, pour ne pas laiſſer cette queſtion indéciſe, j'eſtime que, pour les charpentes, il faut éviter d'employer les bois avant qu'ils aient eſſuyé deux printemps depuis leur abattage. Mais ce temps ne ſuffit pas, à beaucoup près, pour ceux qu'on deſtine à faire de belles menuiſeries : ceux-ci ne peuvent jamais être de trop ancienne coupe.

Les beſoins preſſants empêchent ſouvent qu'on ne mette entre l'abattage & l'emploi des bois, un temps ſuffiſant pour qu'ils ſoient devenus aſſez ſecs pour être employés : car lorſqu'on entreprend une bâtiſſe conſidérable, on eſt obligé d'abattre une grande partie des bois dont on a beſoin, parce qu'ordinairement on n'en trouve pas aſſez d'anciennement abattus qu'on ait conſervés en chantier : il eſt plus ordinaire de conſerver dans les Magaſins des bois pour la menuiſerie ; cependant il eſt rare qu'on en ſoit ſuffiſamment pourvu pour faire des ouvrages ſolides : enfin les conſtructions ſeroient interrompues dans les ports ſi l'on n'employoit pas, au moins pour certaines pieces rares, des bois de fraîche coupe. Ces raiſons ont engagé à chercher les moyens de précipiter le deſſéchement des bois : ces moyens conſiſtent, ou à expoſer les bois à la plus grande ardeur du ſoleil, ou à les mettre quelque temps flotter dans l'eau pour parvenir à délayer la ſeve tenace qu'ils contiennent, & qui ſe diſſipe difficilement ; enfin, on a tenté de les deſſécher artificiellement par le ſecours du feu. Je me propoſe d'examiner ſéparément ce qu'on peut eſpérer de ces différentes méthodes ; mais auparavant j'ai cru devoir examiner ce qui arriveroit ſi l'on formoit quelqu'obſtacle à l'évaporation de la ſeve, en couvrant les bois avec des réſines.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 106 sur 651

ARTICLE III. *Eſt-il avantageux à la conſervation des Bois de les enduire de peinture à l'huile, ou de goudron, ou de bray, ou de quelqu'autre ſubſtance impénétrable à l'eau?*

LES ENDUITS dont on peut couvrir les bois, peuvent produire deux effets très-différents : ils peuvent empêcher qu'ils ne ſoient pénétrés par la pluie, ou que l'humidité qui ſeroit dans le bois ne s'en échappe. Examinons ce qui doit réſulter de ces deux propriétés des enduits.

La ſuperficie des bois qui ſont expoſés à la pluie en eſt pénétrée : cette humidité altere peu à peu les bois qu'on voit tomber en pourriture plutôt ou plus tard, ſuivant leur bonne ou leur mauvaiſe qualité. On eſt parvenu à parer en partie à cet inconvénient, en couvrant la ſuperficie des bois avec des enduits impénétrables à l'eau.

Dans l'Inde, on les couvre avec une eſpece de peinture qu'on fait avec de la chaux & une huile qu'on rend plus ſiccative en la faiſant bouillir avec de la litharge. On peut, pour économiſer les matieres, y mêler un peu de ciment très-fin : cet enduit eſt très-bon même en Europe. On a coutume de peindre à l'huile les bois qui ſont expoſés aux injures de l'air : c'eſt quelquefois avec de l'ochre rouge, d'autres fois avec de l'ochre jaune ou avec du blanc de céruſe, ou d'autres ſubſtances, ſuivant la couleur qu'on deſire. Pour rendre ces enduits de plus longue durée, quand on a mis deux couches de peinture, avant que la ſeconde ſoit ſeche, on ſaupoudre deſſus quelque ſable fin, ou du machefer, ou de la limaille de fer ; & ayant ſecoué tout ce qui ne s'eſt pas attaché à la peinture, on donne une troiſieme & derniere couche.

Dans les ports, on couvre les bois avec du goudron, ou avec du bray, ou avec de la réſine fondue dans de l'huile, ou avec un mélange de ſoufre, d'huile, ou de graiſſe & de goudron : toutes ces choſes, & quantité d'autres qu'on pourroit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 107 sur 651

employer, ſont excellentes pour empêcher que les bois ne ſoient pénétrés par la pluie, & endommagés par les injures de l'air. On en a des expériences trop ſouvent répétées pour qu'on puiſſe en douter; il eſt donc certain que ces enduits ſont tous propres à empêcher que l'eau des pluies ne pénetre & n'endommage les bois qui y ſont expoſés. Mais on a voulu étendre l'uſage de ces enduits; par exemple, dans la conſtruction des Galeres, on a couvert tous les membres de bray à meſure qu'ils étoient travaillés : on pouvoit bien, par cette précaution, prévenir un peu qu'ils ne ſe fendiſſent; mais l'intention principale étoit d'empêcher que l'humidité d'une piece ne ſe portât ſur une autre, & on ne faiſoit pas attention que cet enduit de bray, dont on couvroit indiſtinctement tous les membres auſſi-tôt qu'ils étoient travaillés, pouvoit, dans certains cas, accélérer leur pourriture. En effet, comme dans les grands chantiers de conſtruction, on met preſque toujours & indiſtinctement en œuvre des bois plus ou moins ſecs, il doit arriver que le bray forme un obſtacle à la diſſipation de l'humidité contenue dans les bois, ſoit qu'elle dépende de la ſeve, ou de l'eau douce ou ſalée dans laquelle on les aura mis flotter. Cette humidité qui ne peut s'échapper, doit exciter une fermentation & occaſionner la pourriture, principalement aux pieces qu'on met dans la cale des Vaiſſeaux, dans le paillot des Galeres, ou dans d'autres endroits chauds & humides : il ſuit delà que les enduits qui ſont très-propres à préſerver les bois ſecs des injures de l'air, peuvent précipiter leur altération, lorſqu'on en couvre des bois chargés d'humidité. Et cet effet ſeroit plus ſenſible, ſi les ſubſtances réſineuſes s'appliquoient auſſi exactement ſur les corps humides que ſur ceux qui ſont ſecs, parce qu'elles feroient plus d'obſtacle à la diſſipation des vapeurs humides. Quoi qu'il en ſoit, voici une Expérience que j'ai faite pour eſſayer de connoître immédiatement ce qui réſulteroit d'un enduit de bray, appliqué ſur des bois ſecs & ſur des bois humides.

EXPÉRIENCE.

J'AI pris de bons bois dans trois états différents : une piece

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 108 sur 651

étoit fort ſeche, une autre étoit nouvellement abattue, & une troiſieme étoit pénétrée d'eau de mer.

J'ai fait refendre à la ſcie chacune de ces pieces, & tous ces morceaux ont été réduits à des poids égaux, de ſorte que j'avois de chaque piece deux morceaux qui pouvoient être exactement comparés l'un à l'autre. Je fis enſuite couvrir de bray, le plus exactement qu'il me fut poſſible, trois moitiés de chacune de ces pieces, & les trois autres reſterent ſans en être enduites.

Je fis mettre ces ſix morceaux dans la terre pour y reſter juſqu'à ce qu'ils fuſſent pourris : les bois ſecs ſe ſont conſervés plus ſains que ceux qui étoient ou verds, ou chargés de l'eau de la mer ; & le morceau de bois ſec, couvert de bray, étoit moins attaqué de la pourriture que celui qui n'en étoit point enduit : au contraire les bois chargés d'humidité, & couverts de bray, ont pourri plus promptement que tous les autres.

Tout cela eſt d'accord avec les obſervations répétées une infinité de fois, qui prouvent que les bois ſecs ſur leſquels on applique un enduit qui n'eſt point perméable à l'humidité, réſiſtent plus long-temps aux injures de l'air que ceux qui ſont, ſans aucun enduit, expoſés au ſoleil & à la pluie. Mais auſſi on trouvera dans la ſuite, lorſque nous parlerons de l'imbibition, des expériences qui prouvent que le bray n'empêche pas que les bois qu'on tient ſous l'eau n'en ſoient pénétrés à la longue. Or les bois qu'on met dans une terre médiocrement humide, ſont peut-être dans une ſituation plus propre à être pénétrés d'humidité, que ceux qui ſont entiérement ſubmergés. L'eau, à la vérité, doit entrer en moindre quantité dans leurs pores ; mais par cette raiſon-là même, elle doit y occaſionner plus promptement la pourriture, parce qu'un peu d'humidité excite la fermentation, & beaucoup d'humidité y forme un obſtacle ; ce qui fait que les bois qui ſont toujours ſous l'eau ne pourriſſent jamais.

J'avoue que dans l'exécution de mon Expérience, j'ai négligé une circonſtance qui auroit pu devenir intéreſſante. J'aurois dû faire peſer ces pieces de bois en différents temps, pour connoître, au moins à peu près, quel étoit l'obſtacle que le

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 109 sur 651

bray formoit à l'introduction de l'humidité de la terre ; mais quand on eſt occupé de quantité d'expériences, il eſt impoſſible qu'il n'échappe quelques circonſtances qui auroient jetté du jour ſur les points qu'on ſe propoſoit d'éclaircir.

Avant que d'entamer le fond de la queſtion, je crois devoir rapporter des Obſervations que je penſe ne pouvoir être conteſtées par ceux qui ont quelque connoiſſance des bois ; & on peut les regarder, au moins pour la plûpart, comme des conſéquences des expériences que je viens de rapporter, & de pluſieurs qui ſont dans le Traité de l'*Exploitation des Bois*.

ARTICLE IV. *Diverſes Obſervations ſur la durée des Bois, ou conſéquences qu'on peut tirer des Expériences que nous avons rapportées, ſoit dans le* Traité de l'Exploitation, *ſoit dans cet Ouvrage.*

1°, QUAND on forme quelque obſtacle à l'évaporation de la ſeve, le bois tiré d'une Forêt, & qui ſe trouve encore rempli de ſeve, doit avoir peu de durée, & ſe pourrir plus promptement que celui qu'on a laiſſé ſe deſſécher avant que de l'enduire de quelque ſubſtance que ce ſoit qui puiſſe faire obſtacle à l'évaporation de la partie flegmatique de la ſeve : j'ai rapporté ci-devant des Expériences qui le prouvent.

2°, Les pieces de bois verd qu'on charge d'un poids conſidérable, ſe courbent ſous cette charge, & prennent la forme d'un arc, ce qui diminue leur force, parce qu'il ſe trouve alors une tenſion inégale dans les fibres, & que celles qui ſont à l'extérieur de la courbe étant déjà fort tendues, ſe trouvent, par cette courbure, dans un état de dilatation qui doit les affoiblir.

3°, Quand pluſieurs pieces de bois verd ſont ſi près l'une de l'autre qu'elles ſe touchent, elles pourriſſent plus promptement que quand elles ſont renfermées entre des pierres, des briques, &c ; parce que la ſeve des pieces voiſines forme une plus grande ſomme d'humidité, & que cette humidité ſe raſſemble entre les pieces, & augmente la cauſe prochaine de la pourriture.

4°, Les bois extrêmement vieux & ſecs ſubſiſtent fort long-temps, quand on ne les ſurcharge pas, & quand on les tient à couvert & au ſec comme de la menuiſerie qui s'emploie dans l'intérieur des maiſons; mais ces bois ſe détruiſent promptement quand ils ſe trouvent expoſés à un air humide, telles ſont les portes des écluſes, les fonds des vaiſſeaux, &c.

5°, La pourriture fait d'autant plus de progrès, que les corps qui en ſont ſuſceptibles ſont placés dans un lieu chaud & humide; parce que cette poſition eſt la plus favorable à la fermentation, & par conſéquent à la putréfaction.

6°, Les bois tenus au ſec & très-expoſés au grand air, comme ſont les charpentes des maiſons, ſont dans une poſition très-favorable pour leur conſervation, lorſqu'on a ſoin d'entretenir les couvertures.

7°, Les bois, au contraire, qui ſont toujours dans l'eau, ou renfermés dans de la glaiſe ou du ſable humide, ne pourriſſent jamais, de quelque qualité qu'ils ſoient. J'ai vu les pilotis d'un pont qui avoient reſté ſous l'eau depuis un temps immémorial, & qui étoient encore fort ſains: ils paroiſſoient très-durs, même étant devenus ſecs; mais quand on les travailloit, ſoit au rabot, ſoit à la varlope, les copeaux qui en ſortoient ſe réduiſoient en petits fragments.

Rien ne prouve mieux que les bois, même ceux qui ſont tendres, ſe conſervent pendant un temps très-conſidérable dans l'eau ou dans la terre humide, qu'une obſervation que le hazard m'a fournie. En faiſant une fouille, on trouva un pilotis de ſapin qui avoit ſervi pour les fondations d'une Egliſe tombée de vétuſté, & démolie depuis 80 ans: ce pilotis avoit pluſieurs ſiecles: l'extérieur du bois étoit détruit inégalement, ſuivant que les veines s'étoient trouvées plus ou moins tendres; mais l'intérieur étoit parfaitement ſain; il avoit la couleur & l'odeur de réſine, comme les pieces que l'on emploie pour les mâtures. La circonſtance de cette odeur de réſine qui s'étoit conſervée dans un bois auſſi vieux, m'a paru une choſe très-ſinguliere.

8°, Il n'en eſt pas de même des bois qui ſont expoſés tantôt au ſec, & tantôt à l'humidité: les fibres ligneuſes qui ont été

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 111 sur 651

tendues par l'eau, ſont enſuite reſſerrées par le ſec ; ce mouvement alternatif & continuel les fatigue, & les détruit ; l'eau emporte avec elle, toutes les fois qu'elle s'évapore, quelques-unes des parties les moins fixes du bois.

9°, Les bois qui reſtent ſubmergés, ſe réduiſent peu à peu à rien, lorſqu'ils ſont expoſés au cours de l'eau : ce fluide les uſe imperceptiblement, comme feroit le frottement des corps ſolides, quoique plus lentement ; & ſouvent même dans l'eau dormante, la ſuperficie en eſt détruite par les inſectes : il ne s'agit pas ici des vers à tuyau qui détruiſent les digues de Hollande, auſſi bien que nos vaiſſeaux : j'en parlerai ailleurs ; il n'eſt queſtion, pour le préſent, que de certains petits inſectes qui ne pénetrent pas bien avant dans le bois, mais qui en endommagent tellement la ſuperficie, qu'il en faut quelquefois retrancher l'épaiſſeur d'un pouce ou deux lorſqu'on veut le travailler.

10°, Il eſt très-important de remarquer que les bois d'excellente qualité ſubſiſtent fort long-temps dans les poſitions les plus défavorables à leur durée : j'ai vu des portes d'écluſes qui étoient encore fort bonnes, quoiqu'elles fuſſent très-anciennement conſtruites. Il n'eſt pas douteux que les membres des vaiſſeaux doivent pourrir promptement ; 1°, parce qu'ils ſont renfermés entre le bordage & le vaigrage ; 2°, parce qu'en bien des endroits les pieces de bois ſe touchent ; 3°, parce que ces membres ſont toujours dans un lieu chaud & humide : cependant j'ai viſité des vaiſſeaux conſtruits avec d'excellent bois de Provence, dont les membres étoient encore très-ſains, quoiqu'ils euſſent 50 ans de conſtruction : on a vu des vaiſſeaux mal entretenus, & dans leſquels l'eau de la pluie perçoit juſqu'à la cale, qui ont cependant ſubſiſté très-long-temps ſans pourrir, ce qui ne peut dépendre que de l'excellente qualité de leur bois ; & ſi on ne peut pas fixer à 10 ans la durée de la plûpart des vaiſſeaux que l'on conſtruit maintenant, on ne doit pas l'attribuer à la négligence des Officiers qui veillent aux conſtructions ou à l'entretien de ces bâtimens ; mais à la mauvaiſe qualité des gros bois qu'on eſt forcé d'employer aujourd'hui, comme je l'ai prouvé

dans mon Traité de l'*Exploitation des Bois* ; & c'eſt un inconvénient auquel on n'a pas encore pu trouver de remede.

11°, Le bois pourri endommage celui qui ſe trouve dans ſon voiſinage ; comme c'eſt une eſpece de levain qui excite la fermentation, il faut y remédier en retranchant ce mauvais bois le plutôt qu'il eſt poſſible.

Je vais parler maintenant des moyens que nous avons employés pour acquérir des connoiſſances ſur l'évaporation de la ſeve.

CHAPITRE II.

Des Moyens que nous avons employés pour acquérir le plus de connoiſſances qu'il nous ſeroit poſſible ſur l'évaporation de la ſeve & le deſſéchement des Bois.

AVANT que d'entamer la diſcuſſion de l'objet qui eſt énoncé au titre de ce Chapitre ; comme nous aurons ſouvent occaſion de parler de bois verds & de bois ſecs, de bois durs & de bois tendres, il m'a paru utile de faire connoître, au moins à peu près, le poids des bois de différentes qualités & de diverſes eſpeces, les uns verds & nouvellement abattus, les autres ſecs & de vieille coupe. Je donnerai enſuite des notions ſur l'évaporation de la ſeve : ce ſont des connoiſſances préliminaires qui nous mettront en état de traiter des Queſtions plus importantes.

ARTICLE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 113 sur 651

ARTICLE I. *Du poids du Bois de Chêne de différentes qualités, & de plusieurs autres especes de Bois, les uns nouvellement abattus, & les autres d'ancienne coupe.*

MALGRÉ tous les soins que nous nous sommes donnés pour arriver à la plus grande exactitude, nous ne pouvons donner ici que des à peu près, parce qu'il s'est présenté bien des difficultés que nous n'avons pu surmonter. J'ai pris les bois les plus verds qu'il m'a été possible; mais comme ils n'étoient arrivés dans les ports que plusieurs mois après qu'ils avoient été abattus, j'ignore ce qu'ils avoient perdu de leur seve. Quand il étoit question de bois secs, je ne pouvois encore connoître quel étoit leur point de dessséchement: & dans ce cas j'étois obligé de choisir ceux de la plus ancienne coupe. Enfin, comme il ne m'étoit pas possible de me transporter dans toutes les Provinces, il falloit que je m'en rapportasse à l'exactitude de ceux à qui je m'étois adressé.

1°, Il y a certains bois de Chêne qui, lorsqu'ils sont verds, tombent au fond de l'eau de la mer: de ce genre sont beaucoup de Chênes de Provence; & comme le pied cube d'eau de mer pese un peu plus de 72 livres, il s'ensuit que le poids d'un pied cube de ces bois excede cette somme.

2°, Le bois qu'on prend dans le pied d'un arbre est plus pesant que celui de la cime; j'ai prouvé ce fait dans mon Traité de l'*Exploitation des Bois*. Quand on fait travailler des pieds cubes de bois dans les ports, il est souvent difficile de savoir si le bois qu'on fait réduire à ces dimensions a été pris du pied ou de la cime d'un arbre.

3°, Le bois de Provence, verd & nouvellement abattu, s'est trouvé quelquefois du poids de 90 livres, & le sec de 60 liv. cependant on a vu d'excellents bois de Provence, qui étant parfaitement secs, pesoient plus de 80 livres.

4°, Les bois de l'intérieur du Royaume, de la Bourgogne par exemple, pesent, étant encore verds, aux environs de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 114 sur 651

70 livres, & lorſqu'ils ſont très-ſecs, à peu près 53 à 55 liv.

5°, Les bois de Saintonge, verds, peſent 77, quelquefois 80 liv. demi-ſecs, 70 liv. & parfaitement ſecs, 62 à 63. Ceux d'Eſpagne, verds, 85 liv. Ceux de Bayonne, aſſez ſecs pour être employés aux conſtructions, 74 à 82, ſuivant leur degré de ſéchereſſe. Les bois de Canada, tout nouvellement abattus, ſe ſont trouvés peſer 82 livres, & ſecs, environ 56.

6°, Je terminerai cette énumération par des épreuves que j'ai faites à Marſeille avec feu M. REYNOUARD le Cadet, qui étoit alors Conſtructeur des Galeres dans ce Port.

Le pied cube le plus rempli de ſeve qui fût dans l'arſenal, peſoit 87 liv. 10 onces; un an après ſa coupe, & en état d'être employé aux conſtructions, le même bois peſoit 76 liv. 8 onces.

L'Orme de Provence, verd, 64 livres; au bout d'un an d'abattage, 53 liv.

Le Peuplier de Provence, verd, 55 liv. 10 onces; un an après, 34 liv. 6 onces.

Le Noyer de Provence, verd, 61 livres; un an après, 49 liv. 6 onces.

Le Tilleul de Provence, verd, 50 liv. 10 onces; un an après, 31 liv. 5 onces.

Le Pin blanc de Provence, verd, 60 liv. 3 onces; un an après 49 liv. 4 onces.

Le Pin-Pignier du même endroit, verd, 71 livres; un an après, 60 liv. 4 onces.

Nous avons procédé enſuite à l'examen des bois de Bourgogne: nous entendons par *verds*, ceux de la plus fraîche coupe que nous avons pû avoir.

Le Chêne de Bourgogne, verd, 63 liv. 6 onces; un an après, 52 liv. 12 onces.

L'Orme, verd, 66 livres; un an après, 56 liv. 4 onces.

Le Noyer, verd, 57 livres; un an après, 48 liv. 4 onces.

Le Hêtre, verd, 63 livres; un an après, 48 liv. 7 onces.

Le Pin du Nord, ſec, 41 liv. 3 onces.

Le Sapin de Dauphiné, ſec, 33 liv.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 115 sur 651

Le Chêne de Bayonne, ſec, 74 à 80 liv.
L'Orme, ſec, 52 livres.
Le Pin des Pyrénées, ſec, 42 à 43 livres.
Et le Sapin des mêmes montagnes, ſec, 37 liv. 9 onces.

Nous venons de donner une idée, à peu près juſte, de la différence qui s'eſt trouvée entre les bois verds & les bois ſecs de différentes eſpeces. Je dis, à peu près, car dans cette derniere Expérience, que je regarde comme plus exacte que les précédentes; 1°, nous n'avons pû prendre les bois verds & les bois ſecs dans la même piece; tout ce qu'il nous a été poſſible de faire, a été de choiſir dans l'arſenal les bois qui nous ont paru être d'une même qualité: & cela ſuppoſe quelque incertitude dans le choix; car tous les bois d'un même canton ne ſont pas toujours auſſi bons & auſſi parfaits les uns que les autres.

2°, J'ai averti que les bois que nous avons regardés comme verds, avoient été abattus depuis quelques mois; & comment pouvoir connoître la quantité de ſeve qu'ils avoient perdue, ſur-tout n'ayant pû être informé ſi les uns n'avoient pas été équarris plutôt que les autres, & s'ils avoient tous été dans la même poſition, également expoſés à l'air, au ſoleil, au vent, &c. Ces circonſtances ſont cependant des différences très-conſidérables; car il s'échappe beaucoup de ſeve des bois la premiere année après qu'ils ont été abattus, comme on le verra par les deux Expériences ſuivantes, en attendant que nous en rapportions de beaucoup plus détaillées.

La premiere Expérience fut faite ſur un pied cube de bois. Ce pied cube, encore verd, peſoit 87 livres: on le dépoſa dans un magaſin ſec, où il étoit frappé de tous les côtés par l'air: au bout d'un an il ne peſoit plus que 66 liv. il avoit perdu plus d'un quart de ſon poids, quoiqu'il ne fût pas encore parfaitement ſec.

Pour la ſeconde Expérience, on prit un pied cube dans une piece qui n'avoit été abattue que depuis quelques mois: il peſoit 86 livres; après avoir été conſervé pendant un an dans une chambre où l'on faiſoit du feu, il ne ſe trouva peſer alors que 68 livres.

Puiſque l'occaſion s'en préſente, je vais rapporter ici d'autres

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 116 sur 651

Expériences, à peu près ſemblables, que M. COSSIGNI, Directeur des Fortifications, a faites avec beaucoup d'exactitude à Beſançon, & dans l'Iſle de France.

Bois du Royaume : Poids d'un pied cube.

	livres.	onces.	gros.	grains.
Chêne extrêmement ſec	49	10	0	0
Le même, provenant d'un vieux membre de vaiſſeau, & peſé à l'Iſle de France	49	4	3	47
Même bois provenant d'un vieux bordage de vaiſſeau, & peſé à l'Iſle de France	50	5	6	54
Le poids moyen de ces bois eſt	49	12	0	0
Sapin extrêmement ſec	29	1	7	24
Même bois provenant d'un vieux mât peſé à l'Iſle de France	30	15	3	49
Même bois provenant d'un vieux bordage, & peſé à l'Iſle de France	32	0	6	4
Le poids moyen de ces bois eſt de	30	11	0	0

Bois de l'Iſle de France.

	livres.	onces.	gros.	grains.
Bois de Noyer ſec	45	5	3	40
Bois de Mûrier d'un an	64	5	2	16
Bois d'Orme de 3 ans	43	9	2	16
Bois de Tilleul de 2 ans	35	9	2	48
Bois de Hêtre de 2 ans	46	5	0	0
Tremble encore verd	37	0	4	32
Bois puant tout verd	36	12	0	0
Bois de Natte ſec	66	12	4	64
Colophone ſec	53	11	7	56
Tacamacu ſec	45	0	0	0
Bois blanc, dit de violon, verd	30	4	5	38
Le même bois peſé ſec à Paris	26	8	4	0
Benjoin	65	3	4	34
Bois d'Olive	65	3	1	24
Bois de Pomme	62	2	6	0
Bois de Cannellier	39	12	0	0
Ebene noire	87	4	2	14
Ebene blanche	67	10	6	50

	livres.	onces.	gros.	grains.
Bois de fer	86	12	0	0
Bois de fer, dit de Zagaie	92	6	4	58
Bois de ronde	75	2	0	0

Autres Bois de l'Inde.

	livres.	onces.	gros.	grains.
Cochinchine sec	64	2	4	51
Bois de Teque de l'Inde	46	1	2	0
Almaron de Pondichery	46	0	0	0
Alipé de Pondichery	45	8	0	0
Polchit de Pondichery & de l'Isle de France.	44	0	5	36
Bois des Isles des trois Freres	66	9	5	0

Nota. Le bois de Cannellier, celui de Pomme & celui d'Olive, n'ont aucune ressemblance avec ceux que nous connoissons ici sous ces noms.

Voilà donc, à peu près, le poids des différentes sortes de bois choisis les uns verds & les autres secs. Nous avons cru qu'il étoit encore nécessaire d'étudier avec le plus grand soin, quelle pouvoit être l'évaporation de la seve dans un morceau de bois de bonne qualité.

ARTICLE II. *Expériences faites sur différentes sortes de Bois pour acquérir des connoissances sur l'évaporation de la seve.*

§ 1. *Expérience pour connoître combien de temps un solide de 512 pouces cubes est à perdre sa seve, étant tenu dans un lieu sec.*

1°, Les arbres qui ont fourni ces cubes, étoient tirés d'un terrein gras : 2°, on les avoit abattus le 29 Février 1736 : 3°, aussitôt qu'ils eurent été abattus, on tira de chacun un cube de 8 pouces de côté, qui formoit par conséquent un solide de 512 pouces cubes : 4°, on les pesa séparément le 14 Mars : 5°, on les déposa ensuite dans une chambre seche ; & on les pesa réguliérement tous les mois depuis ce temps jusqu'au 11 Janvier 1740 ; ce qui

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 118 sur 651

fait quatre années entieres. Un de ces cubes fut numéroté A & l'autre B : voici l'état de toutes ces pesées.

	A		B	
1736.	livres.	onces.	livres.	onces.
Le 14 Mars	24	15	25	2 1/4
Le 14 Avril	22	11	22	8 3/4
Le 10 Mai	21	14 3/4	21	2 1/4
Le 10 Juin	20	9 1/2	20	8 1/2
Le 10 Juillet	19	9 1/2	19	7 1/2
Le 11 Août	18	10 3/4	18	9 1/2
Le 10 Octobre	18	7	18	6
1737.				
Le 14 Février	18	2 1/4	18	1
Le 8 Avril	17	15 1/2	17	15
Le 7 Mai	17	14 1/4	17	13 3/4
Le 10 Août	17	4	17	4
1739.				
Le 10 Janvier	16	12	16	8 1/4
Le 16 Avril	16	11 3/4	16	8
1740.				
Le 2 Janvier	16	14	16	10
Ils avoient augmenté de poids à cause de l'humidité de l'air, le temps étant à la pluie.				
1740.				
Le 10 Janvier, à midi	16	14	16	9 3/4
On mit ces deux cubes pendant 5 heures devant le feu, ils se trouverent peser à 5 heures du soir	16	13 1/2	16	8 3/4
Et le lendemain 11, à 5 heures du soir	16	13	16	8 1/4

Comme ces bois faisoient une espece d'hygrometre, augmentant & diminuant de poids suivant que l'air étoit sec ou humide, on les jugea secs, & on mit fin à l'Expérience.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 119 sur 651

§ 2. REMARQUES sur cette Expérience.

1°, CES cubes, quoique de petites dimenſions, ont toujours diminué de poids pendant l'eſpace de trois ans ; c'eſt-à-dire, depuis le 14 Mars 1736 qu'ils furent équarris, juſqu'au 16 Avril 1739, que leur poids commença de varier ſelon l'état de l'air, ce qui en faiſoit des eſpeces d'hygrometres.

2°, On voit que la plus forte diminution de poids eſt arrivée dans le courant de la premiere année, pendant laquelle ces ſolides ont perdu plus d'un tiers de leur poids primitif.

3°, Pendant les deux dernieres années, leur poids n'a diminué que d'un dix-ſeptieme.

4°, D'où l'on peut conclure que le Chêne de bonne qualité, débité dans la dimenſion de ces cubes, & tenu dans un lieu ſec, parvient à un degré de ſéchereſſe propre à être employé dans l'eſpace d'un peu plus d'une année, & qu'il acquiert une ſéchereſſe entiere dans l'eſpace d'environ 22 mois, puiſqu'alors il augmente ou diminue de poids, ſuivant que l'air eſt ſec ou humide.

5°, Je n'ai garde d'en conclure, que les gros bois de Charpente & de conſtruction puiſſent acquérir le même degré de ſéchereſſe dans un pareil eſpace de temps ; car il eſt certain que l'humidité ne s'échappe pas auſſi promptement d'une groſſe piece de bois qu'elle peut le faire d'un petit cube : j'ai même des preuves du contraire ; car ayant fait lever un bout de ſoliveau de 8 pouces d'équarriſſage & de 3 pieds 10 pouces de longueur, dans une groſſe poutre qui avoit été abattue il y avoit 14 à 15 ans, ce ſoliveau, qui peſoit alors 134 livres, ſe trouva avoir perdu en 2 ou 3 ans près d'un quart de ſon poids.

6°, On peut conclure de ces Expériences, que le rapport du bois verd au même bois ſec, eſt comme 3 eſt à 2 ; & qu'ainſi le bois verd diminue d'un tiers de ſa peſanteur totale pour être réputé ſec au point de produire le même effet qu'un hygrometre.

7°, On peut remarquer, en paſſant, que le cube B, qui peſoit étant verd 3 onces $\frac{3}{4}$ plus que le cube A, eſt devenu, dès la premiere peſée, de 2 onces $\frac{1}{4}$ plus léger ; & que le même

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 120 sur 651

cube B, a pesé 3 onces $\frac{3}{4}$ moins que le cube A : peut-être que celui-là avoit été, avant l'Expérience, dépoſé dans une place plus humide que le cube A : je ne peux me rappeller cette circonſtance.

8°, La proportion de la ſeve dans un morceau de bois verd, relativement à la partie vraiment ligneuſe, varie certainement ſuivant la qualité du bois, ſelon ſon âge, le terrein où il a crû, &c; cependant on peut dire, en général, que les bois verds perdent, en ſe deſſéchant, entre le tiers & les deux cinquiemes de leur poids.

9°, Comme on a vu par l'Expérience que nous venons de rapporter que les bois ſecs ſe chargent de l'humidité de l'air, il s'enſuit que quand on les peſe lorſque l'air eſt ſec, on les trouve plus légers que quand on les peſe dans le temps que l'air eſt humide. Comme cette différence devient aſſez conſidérable lorſqu'on peſe beaucoup de bois à la fois, elle m'a ſouvent embarraſſé dans l'exécution de mes Expériences, ne ſçachant point alors à quoi attribuer l'augmentation de poids dans des bois qui me paroiſſoient devoir plutôt en perdre.

Continuons d'acquérir le plus de connoiſſances qu'il ſera poſſible ſur l'évaporation de la ſeve ; & pour cela examinons d'abord ſi elle ſe fait en raiſon des ſurfaces.

ARTICLE III. *Que l'évaporation de la ſeve ſe fait en raiſon des ſurfaces.*

IL EST certain que la température de l'air ſec ou humide, chaud ou froid, influe beaucoup ſur l'évaporation de la ſeve : il eſt probable auſſi qu'un morceau de bois d'un tiſſu lâche, & qui contient beaucoup d'humidité, doit en perdre plus dans un temps donné, qu'un autre dont le tiſſu eſt ſerré, & qui par conſéquent doit contenir moins de ſeve ; enfin, on peut voir dans quantité de nos Expériences, qu'il y a des caprices infinis (qu'on me paſſe le terme) dans le deſſéchement des bois : par exemple, une piece de bois, encore fort chargée de ſeve, eſt pluſieurs jours ſans preſque diminuer de poids, ou même ſans en perdre ; &

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 121 sur 651

& tout d'un coup, ſans qu'on puiſſe en attribuer la cauſe ni au poids de l'atmoſphere marqué par le barometre, ni au degré de chaleur qu'indique le thermometre, ni à la ſéchereſſe & à l'humidité de l'air, tout d'un coup, dis-je, cette piece de bois perd conſidérablement de ſon poids. Malgré toutes ces variétés, il eſt plus que probable que, s'il étoit poſſible d'avoir une parité exacte à tous égards, le deſſéchement des bois ſe feroit en raiſon des ſurfaces. C'eſt dans la vue d'être plus certain de ce fait, que j'ai exécuté les Expériences ſuivantes.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

LE 11 Mars 1740, je fis abattre un jeune Chêne, qui pouvoit avoir 8 à 9 pouces de diametre. On leva dans le centre du corps de l'arbre un Barreau *a b* (*Planche VII. Fig.* 2), qui avoit deux pouces d'équarriſſage, & quelque choſe de plus, pour pouvoir remplacer le bois qui devoit être emporté par les traits de la ſcie dont je parlerai dans la ſuite : *a* déſigne le bout du barreau qui répondoit aux racines, & *b* celui qui aboutiſſoit aux branches.

On coupa au bout *a* un morceau de bois de deux pouces de longueur; & par le moyen de trois traits de ſcie déſignés dans la Figure par les lignes ponctuées, on obtint quatre petites planches, qui, poſées les unes ſur les autres, formoient enſemble un petit cube de deux pouces de côté, 8 pouces de ſolidité, & 24 pouces de ſurface, ou 288 lignes de ſuperficie. Mais en compoſant ce cube de 4 petites planches, on avoit doublé les ſurfaces; & ainſi la ſuperficie totale s'eſt trouvée être de 48 pouces ou de 576 lignes quarrées : ceci eſt relatif aux cubes cotés 1 & 8.

Les cubes 2 & 7 avoient pareillement deux pouces de côté, 8 de ſolidité, & 24 de ſuperficie, ou 288 lignes, étant formés chacun de trois petites planches déſignées, comme les premieres, par les lignes ponctuées : la ſuperficie ſe trouve être augmentée de quatre ſurfaces, ou de quatre fois 48 lignes, qui, multipliées par 4 ſurfaces, donnent 192 lignes : ainſi la ſuperficie du cube compoſé de trois planches, étoit de 40 pouces ou de 480 lignes quarrées.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 122 sur 651

Les cubes n°. 3 & 6, de 2 pouces de côté, 8 pouces de solidité, 24 pouces ou 288 lignes de superficie, n'étant formés que de deux planches au moyen du trait de scie désigné par la ligne ponctuée, la superficie n'avoit augmenté que de deux surfaces, ou de deux fois 48 lignes, ce qui fait 96 : ainsi la superficie de chacun de ces cubes composés de deux planches, étoit de 32 pouces ou de 384 lignes.

Ces différents cubes ayant été pris d'un même arbre, & toujours deux correspondants, l'un tiré vers les racines & l'autre du côté des branches, ne différoient que par leur surface. Voyons ce que cette circonstance a produit dans l'évaporation de la feve.

Le 11 Mars 1740 ils pesoient, savoir :

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	6	3	46	8	6	4	60	Gelée.
2	6	4	44	7	6	4	36	
3	6	6	6	6	6	5	6	
4	6	3	2	5	6	2	56	

Le 12 Mars.

1	6	1	15	8	6	2	60	Dégel.
2	6	3	36	7	6	3	24	
3	6	5	12	6	6	4	6	
4	6	2	36	5	6	2	16	

Le 13 Mars.

1	6	0	60	8	6	2	60	Pluie.
2	6	3	0	7	6	3	0	
3	6	4	6	6	6	3	60	
4	6	2	0	5	6	2	0	

Le 14 Mars.

1	6	0	18	8	6	2	4	Beau.
2	6	2	12	7	6	2	4	
3	6	3	50	6	6	3	0	
4	6	1	36	5	6	1	24	

Le 15 Mars.

1	6	0	0	8	6	0	38	Beau.
2	6	1	2	7	6	0	36	
3	6	1	60	6	6	1	36	
4	6	1	30	5	6	1	6	

Le 16 Mars.

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	6	0	0	8	6	0	8	Pluie.
2	6	1	0	7	6	0	12	
3	6	1	36	6	6	1	10	
4	6	1	15	5	6	1	0	

Le 17 Mars.

1	5	7	58	8	6	0	0	Humide.
2	6	0	50	7	6	0	0	
3	6	1	0	6	6	0	50	
4	6	1	0	5	6	0	54	

Le 18 Mars.

1	5	7	4	8	5	7	0	Humide.
2	6	0	0	7	5	7	36	
3	6	0	30	6	6	0	4	
4	6	0	0	5	6	0	0	

Le 19 Mars.

1	5	6	20	8	5	6	10	Beau.
2	5	6	20	7	5	6	50	
3	5	7	0	6	5	7	20	
4	5	7	10	5	5	7	12	

Le 20 Mars.

1	5	4	52	8	5	5	40	Beau.
2	5	5	50	7	5	5	60	
3	5	7	0	6	5	6	50	
4	5	6	50	5	5	6	50	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 123 sur 651

Le 21 Mars.

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	5	2	60	8	5	4	36	Beau.
2	5	4	50	7	5	4	16	
3	5	7	0	6	5	5	60	
4	5	5	18	5	5	5	20	

Le 22 Mars.

1	5	2	4	8	5	3	48	Humide.
2	5	3	60	7	5	4	0	
3	5	6	36	6	5	5	0	
4	5	5	4	5	5	5	0	

Le 23 Mars.

1	5	2	0	8	5	3	44	Humide.
2	5	3	48	7	5	3	50	
3	5	6	20	6	5	4	48	
4	5	5	0	5	5	4	0	

Le 24 Mars.

1	5	1	60	8	5	3	20	Beau.
2	5	3	0	7	5	3	4	
3	5	6	0	6	5	4	2	
4	5	4	48	5	5	3	60	

Le 25 Mars.

1	5	1	20	8	5	3	2	Humide.
2	5	2	6	7	5	2	60	
3	5	5	48	6	5	4	0	
4	5	4	40	5	5	3	45	

Le 26 Mars.

1	5	1	10	8	5	2	62	Humide.
2	5	2	0	7	5	2	44	
3	5	5	40	6	5	3	49	
4	5	4	34	5	5	3	40	

Le 27 Mars.

1	5	1	0	8	5	2	48	Humide.
2	5	1	6	7	5	2	36	
3	5	5	32	6	5	3	36	
4	5	4	28	5	5	3	36	

Le 28 Mars.

1	5	0	60	8	5	2	0	Beau.
2	5	1	4	7	5	2	4	
3	5	4	60	6	5	3	0	
4	5	4	0	5	5	3	2	

Le 29 Mars.

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	5	0	36	8	5	1	40	Beau.
2	5	1	0	7	5	1	60	
3	5	3	36	6	5	2	36	
4	5	3	48	5	5	2	42	

Le 30 Mars.

1	5	0	0	8	5	1	4	Beau.
2	5	0	53	7	5	1	6	
3	5	3	0	6	5	2	4	
4	5	2	36	5	5	2	6	

Le 31 Mars.

1	4	7	46	8	5	0	54	Humide.
2	5	0	4	7	5	0	48	
3	5	2	26	6	5	1	45	
4	5	1	48	5	5	1	36	

Le 1 Avril.

1	4	7	2	8	5	0	0	Beau.
2	4	7	66	7	5	0	0	
3	5	0	0	6	5	1	0	
4	5	1	4	5	5	1	6	

Le 2 Avril.

1	4	6	62	8	4	7	64	Beau.
2	4	7	66	7	5	0	0	
3	5	0	0	6	5	1	0	
4	4	1	4	5	5	1	6	

Le 3 Avril.

1	4	6	25	8	4	7	30	Beau.
2	4	7	38	7	4	7	54	
3				6	5	0	52	
4	5	0	58	5	5	0	64	

Le 4 Avril.

1	4	6	0	8	4	6	64	Beau.
2	4	7	2	7	4	7	4	
3	5	1	2	6	5	0	14	
4	5	0	14	5	5	0	18	

Le 5 Avril.

1	4	5	60	8	4	6	10	Beau.
2	4	6	66	7				
3	5	0	0	6	4	7	4	
4	4	7	62	5	4	7	59	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 124 sur 651

Le 6 Avril.

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	4	5	48	8	4	5	59	Beau augmen.
2	4	6	18	7				
3	5	0	0	6	4	7	12	
4	4	7	16	5	4	7	24	

Le 7 Avril.

1	4	5	40	8	4	5	32	Beau.
2	4	6	42	7				
3	5	0	0	6	4	7	40 aug.	
4	4	7	12	5	4	7	36 aug.	

Le 8 Avril, point de variation.

Le 9 Avril.

1	4	4	36	8	4	4	64	Beau.
2	4	5	64	7	4	5	48	
3	4	7	18	6	4	6	20	
4	4	6	26	5	4	6	12	

Le 11 Avril.

N°.	onces.	gros.	gr.	N°.	onces.	gros.	gr.	
1	4	4	0	8	4	4	60	Beau.
2	4	5	10	7	4	4	64	
3	4	6	66	6	4	5	48	
4	4	5	68	5	4	5	58	

Le 13 Avril.

1	4	3	64	8	4	4	48	Beau.
2	4	4	62	7	4	4	18	
3	4	6	18	6	4	5	22	
4	4	5	0	5	4	5	10	

Le 15 Avril.

1	4	3	42	8	4	4	30	Beau.
2	4	4	6	7	4	4	0	
3	4	6	0	6	4	4	66	
4	4	5	0	5	4	4	66	

Le 18 Avril.

1	4	3	6	8	4	4	30	Beau.
2	4	3	64	7	4	3	40	
3	4	5	50	6	4	4	46	
4	4	4	38	5	4	4	54	

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

J'AI cru devoir répéter cette Expérience sur un morceau de bois un peu plus gros, ne me proposant pas de la suivre aussi long-temps : pour cela je fis lever dans le centre d'un gros Orme nouvellement abattu, deux cubes qui avoient un peu plus de six pouces de côté. On en scia un en quatre morceaux par trois traits de scie, & ces quatre morceaux numérotés B formoient, étant posés les uns sur les autres, un cube B, de six pouces de côté ; l'autre cube destiné à rester dans son entier, fut réduit à six pouces comme l'autre, on le numérota A.

		livres.	onces.	gros.			livres.	onces.	gros.
Le 11 Mars	A pesoit	9	3	0	—	B	9	1	0
Le 14 Mars	A . . .	9	2	4	—	B	8	14	0
Le 17 Mars	A . . .	9	0	0	—	B	8	12	6
Le 20 Mars	A . . .	8	12	0	—	B	8	5	0
Le 23 Mars	A . . .	8	10	0	—	B	8	3	0
Le 26 Mars	A . . .	8	9	0	—	B	7	15	4

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 125 sur 651

		livres.	onces.	gros.			livres.	onces.	gros.
Le 29 Mars	A . . .	8	7	4	—	B	7	12	0
Le 1 Avril	A . . .	8	5	0	—	B	7	10	2
Le 3 Avril	A . . .	8	3	2	—	B	7	8	0
Le 6 Avril	A . . .	7	15	0	—	B	7	4	0
Le 9 Avril	A . . .	7	14	0	—	B	7	3	0
Le 12 Avril	A . . .	7	12	0	—	B	7	2	0
Le 15 Avril	A . . .	7	12	0	—	B	7	1	0

§ 3. *Remarques sur les Expériences précédentes.*

On apperçoit dans les Expériences que nous venons de rapporter, qu'il y a bien des variétés dans l'évaporation de la seve, & l'on n'en sera pas surpris après ce que nous avons dit plus haut sur toutes les causes qui peuvent favoriser l'évaporation de la seve, ou lui faire obstacle.

Ce sont ces causes qui font que rarement l'évaporation de la seve se fait exactement en raison des surfaces. Car à l'égard de la premiere suite d'Expériences dont les cubes n°. 1 & n°. 4 ont leurs surfaces dans le rapport de 2 à 1, il n'y a qu'une semaine où l'évaporation se trouve à peu près en même raison, savoir de 380 à 198. Dans la seconde suite d'Expériences, où le rapport des surfaces est toujours de 2 à 1, il n'y a dans les douze Expériences qu'une seule qui donne l'évaporation dans la même raison que les surfaces ; mais toujours est-il bien établi par nos Expériences, que l'évaporation est plus grande dans les morceaux qui ont plus de surfaces.

Article IV. *Que la seve se dissipe en vapeurs dans les Bois qui se dessechent.*

Pour continuer à répandre le plus de jour qu'il nous sera possible sur l'évaporation de la seve, nous allons essayer de connoître si elle se fait en vapeurs ou par écoulement.

J'ai reçu quelques Mémoires dans lesquels on m'assuroit qu'il falloit placer les bois debout pour les décharger d'une seve

rouſſe qui couloit par en bas, laquelle altéroit la qualité du bois quand on ne la déchargeoit pas de cette façon. Je crus devoir répéter cette Expérience que je ſoupçonnois avoir été mal faite.

§ 1. EXPÉRIENCES.

DANS cette vue, je pris le 4 Avril 1757 neuf ſoliveaux de brin, de 9 pieds de longueur ſur 6 pouces d'équarriſſage, & qui avoient été abattus l'hiver précédent, de ſorte qu'étant outre cela nouvellement équarris, ils étoient remplis de ſeve. Trois furent marqués A 1, A 2, A 3; trois autres B 1, B 2, B 3; & enfin les trois derniers C 1, C 2, C 3. Je les choiſis à peu près de ſemblable groſſeur; & pour donner une idée de leur ſolidité, je vais marquer leur poids.

A 1 peſoit 177 liv. A 2, 178. A 3, 171.

B 1 peſoit 147 liv. B 2, 162, & B 3, 187 liv. & demie.

C 1 peſoit 187 liv. & demie, C 2, 162, & C 3, 123 livres 4 onces.

Le même jour, après les avoir peſés, on les mit en équilibre, en les poſant horizontalement ſur une lame de fer en couteau, & on marqua d'un trait le lieu où ils étoient en équilibre.

Enſuite (*Planche VII. Fig.* 3) on poſa horizontalement ſur des chantiers les trois ſoliveaux A. Les trois ſoliveaux B furent dreſſés verticalement le long d'une muraille, de ſorte que le bout qui répondoit à la ſouche étoit en haut, & le bout qui répondoit à la cime étoit en bas, où il poſoit ſur une planche. Les trois ſoliveaux marqués C, étoient auſſi placés verticalement le long d'une muraille; mais dans une ſituation contraire, de ſorte que le bout qui répondoit à la ſouche étoit en bas poſé ſur une planche, & le bout qui répondoit à la cime étoit en haut. Ces ſoliveaux étoient à l'abri de la pluie dans une vaſte grange, fort élevée & ſeche.

Il ne découla jamais aucune ſeve rouſſe de ces ſolives placées verticalement: ainſi il falloit que l'Auteur du Mémoire que j'ai cité, n'eût pas fait attention que l'eau qu'il voyoit au bas de ces arbres, venoit d'un nœud pourri rempli d'eau qui étoit caché

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 127 sur 651

dans l'intérieur de la piece ; ou de ce que ces arbres étant à l'air, l'eau de la pluie qui étoit tombée deſſus, & qui avoit rempli les fentes, avoit pris une teinture rouſſe que l'Auteur jugea être de la ſeve : car je puis aſſurer qu'il n'a jamais découlé de ſeve de mes ſoliveaux qui étoient à couvert, non plus que dans beaucoup d'autres Expériences où j'avois poſé verticalement des bois remplis de ſeve.

Quoi qu'il en ſoit, tous les huit jours, on préſentoit ces ſoliveaux ſur le tranchant de fer, qu'on faiſoit répondre au trait qui marquoit leur centre d'équilibre ; & on plaçoit des poids au milieu de la longueur du bras le plus léger. Ils ne changerent point de centre d'équilibre juſqu'au premier Juillet 1757, qu'ils ſe trouverent comme il ſuit :

Les trois ſoliveaux A 1, qui étoient reſtés horizontaux, étant placés ſur le couteau, ſe trouverent en équilibre.

B 1, qui étoit reſté le bout répondant à la ſouche en haut, conſerva auſſi ſon équilibre.

	livres.	onces.	gros.
B 2 étoit diminué par le pied qui étoit en haut, de	1	0	0
B 3 étoit diminué par le même bout, de . .	0	12	0
C 1 étoit diminué par le bout d'en haut qui répondoit à la cime, de	1	4	0
C 2 avoit conſervé ſon équilibre.			
C 3 étoit diminué par le bout d'en haut qui répondoit à la cime, de	0	12	0

C'eſt donc, dans cet examen, les bouts qui étoient en haut qui ont le plus perdu de leur poids, ſoit qu'un de ces bouts répondît à la cime ou à la ſouche. Leur équilibre n'a pas ſenſiblement changé juſqu'au premier Août qu'ils ſe trouverent comme il ſuit :

	livres.	onces.	gros.
A 1, poſé horizontalement, étoit diminué du côté qui répondoit à la ſouche, de	1	8	0
A 2 étoit diminué du côté de la ſouche, de .	0	8	0
A 3 avoit conſervé ſon équilibre.			

	livres.	onces.	gros.
B 1, dont le côté qui répondoit à la souche étoit en haut, avoit diminué de ce bout, de . .	0	8	0
B 2 étoit diminué par le même bout, de . . .	0	15	0
B 3 étoit diminué par le même bout, de . . .	0	12	0
C 1, dont le bout qui avoit répondu à la cime étoit en haut, avoit diminué de	0	12	0
C 2 étoit diminué par ce même bout, de . .	0	8	0
C 3 étoit diminué par ce même bout, de . .	0	8	0

C'eſt toujours le bout d'en haut qui a le plus perdu de ſon poids. L'équilibre de ces ſoliveaux n'a pas beaucoup changé juſqu'au 24 Août, auquel on les a trouvés ainſi :

	livres.	onces.	gros.
A 1 étoit reſté dans le même état.			
A 2, de même.			
A 3 avoit diminué du côté de la ſouche, de. .	1	0	0
B 1 n'avoit pas changé d'état.			
B 2 avoit diminué par le bout qui étoit en haut, de	1	0	0
B 3 avoit diminué par le même bout, de . .	0	12	0
C 1, dont le bout qui avoit répondu à la cime, étoit en haut, avoit diminué de ce côté, de.	1	6	0
C 2 avoit conſervé ſon équilibre.			
C 3 avoit diminué par le bout qui étoit en haut, de	0	14	0

Le 4 Septembre.

A 1 étoit diminué du côté de la ſouche, de :	1	8	0
A 2 étoit diminué du même bout, de	0	9	0
A 3 étoit diminué du même bout, de	0	2	0
B 1 diminué par le bout qui répondoit à la ſouche & qui étoit en haut, de	0	9	0
B 2 diminué au même bout, de	1	0	0
B 3 diminué au même bout, de	0	13	4
C 1 diminué par le bout qui répondoit à la cime & qui étoit en haut, de	0	13	0

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 129 sur 651

	livres.	onces.	gros.
C 2 diminué au même bout, de	0	9	0
C 3 de même.	0	9	0

Le 16 Novembre.

A 1 diminué par le bout qui répondoit à la souche, de	1	7	0
A 2 diminué au même bout, de	0	7	0
A 3 diminué au même bout, de	0	1	0
B 1 diminué par le bout qui tenoit à la souche, & qui avoit resté en haut, de	0	8	0
B 2 diminué au même bout, de	0	10	0
B 3 diminué au même bout, de	0	8	0
C 1 diminué par le bout qui répondoit à la cime, & qui étoit en haut, de	0	12	0
C 2 diminué au même bout, de	0	8	0
C 3 diminué au même bout, de	0	8	4

Le 24 Novembre on a trouvé peu de différence.

Le 30 Décembre.

A 1 diminué par le bout qui répondoit à la souche, de	0	13	0
A 2 diminué au même bout, de	0	14	0
A 3 diminué au même bout, de	0	8	0
B 1 diminué par le bout qui répondoit à la souche, & qui étoit en haut, de	0	8	0
B 2 diminué au même bout, de	0	12	0
B 3 diminué au même bout, de	0	10	0
C 1 diminué par le bout qui répondoit à la cime, & qui étoit en haut, de	1	8	0
C 2 diminué au même bout, de	1	5	0
C 3 diminué au même bout, de	0	5	0

On a peu trouvé de différence le 30 Janvier 1738.

Il a encore été de même le 30 Février.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 130 sur 651

Le 30 Mars 1738.

	livres.	onces.	gros.
A 1 diminué par le bout qui répondoit aux racines, de	0	12	0
A 2 diminué au même bout, de	0	13	0
A 3 diminué au même bout, de	0	7	0
B 1 diminué par le bout qui répondoit à la souche, & qui avoit toujours été en haut, de .	0	7	0
B 2 diminué par le même bout, de	0	12	0
B 3 diminué au même bout, de	0	10	0
C 1 diminué par le bout qui répondoit à la cime, & qui étoit en haut, de	1	7	0
C 2 diminué par le même bout, de	1	4	0
C 3 diminué par le même bout, de	0	4	0

Le 25 Septembre 1738.

A 1 point de changement.			
A 2 de même.			
A 3 diminué par le bout qui répondoit à la cime, de	0	1	0
B 1 diminué par le bout qui répondoit à la souche, & qui étoit en haut, de	0	12	0
B 2 diminué au même bout, de	1	3	0
B 3 diminué au même bout, de	1	2	0
C 1 diminué par le bout qui répondoit à la cime, & qui étoit resté en haut, de	1	13	0
C 2 diminué au même bout, de	0	8	0
C 3 diminué au même bout, de	0	15	0

§ 2. *Remarques sur ces Expériences.*

1°, On voit qu'il n'a coulé aucune seve par le bout des soliveaux qui étoit en bas.

2°, Que c'est toujours le bout qui étoit en haut, qui a le plus perdu de son poids, soit que ce bout fût la partie qui répondoit à la souche, soit que ce fût celle qui répondoit à la cime, &

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 131 sur 651

cela, apparemment, parce que la ſeve réduite en vapeurs, s'échappoit par le bout le plus élevé.

3°, Une choſe qu'il eſt peut-être bon de remarquer, c'eſt que les trois ſoliveaux A, qui étoient couchés ſur des chantiers, peſoient au commencement de l'Expérience 526 liv. & quoiqu'ils fuſſent les plus peſants, ils n'ont perdu que 11 liv. 6 onces; les ſoliveaux B, dont le bout qui répondoit à la ſouche étoit en haut, peſoient 492 livres, & ils ont diminué de 14 liv. 11 onces; & les ſoliveaux C, qui étoient dans une ſituation contraire, ne peſoient que 472 liv. & ont diminué de 18 liv. 6 onces.

Il eſt vrai que ces diminutions ne ſont priſes que ſur le changement de l'équilibre, & je me reproche de n'avoir pas peſé les bois à la fin de l'Expérience; mais elles ſemblent annoncer que la ſeve a plus de diſpoſition à s'échapper quand on tient les arbres dans une poſition verticale, que quand on les tient dans l'horizontale, & qu'elle ſe diſſipe mieux dans les arbres qu'on tient verticalement dans la même ſituation qu'ils avoient ſur leur ſouche, que quand on les met dans une ſituation contraire.

Ces conſéquences, je l'avoue, pourroient être conteſtées; mais elles ont quelque vraiſemblance. D'abord nos Expériences prouvent que la ſeve ne s'échappe pas par écoulement, comme pluſieurs ſe le ſont imaginé, mais qu'elle ſe diſſipe par le bout qui eſt en haut, ſoit que ce bout ſoit celui qui répondoit aux racines, ou celui qui répondoit aux branches; & l'on voit combien étoit peu raiſonnable la propoſition que j'ai entendu faire de placer (en mettant les bois en œuvre) la partie de l'arbre qui répondoit aux branches en haut, afin, diſoit-on, que la ſeve qui a coutume de s'échapper par le petit bout lorſque l'arbre végete, pût s'écouler par le même bout lorſque l'arbre eſt abattu. Premiérement, la ſeve ne s'écoule point: ſecondement, elle s'échappe à-peu-près également par l'un & l'autre bout.

Je ſens bien qu'on peut dire que, quoique mes bois fuſſent dépoſés dans un bâtiment très-vaſte, fort élevé & ſec, cependant les couches d'air, depuis le bas de ce bâtiment juſqu'au haut, pouvoient n'être pas également ſeches, & que celles d'en bas

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 132 sur 651

étant certainement les plus chargées d'humidité, il pouvoit en réſulter que la partie de mes pieces qui répondoit à cet air moins ſec, devoit ſe deſſécher plus lentement que l'autre; mais je ne vois pas comment j'aurois pu me mettre à l'abri de cette objection.

CHAPITRE III.

Sur le deſſéchement des Bois & leur Conſervation.

COMME on a attribué à la ſeve le prompt dépériſſement des bois, on en a conclu qu'on ne pouvoit rien faire de plus favorable à leur conſervation, & de plus propre à prolonger leur durée, que de précipiter leur deſſéchement: pour cela, les uns, dans la vue de délayer une ſeve tenace qu'ils regardoient comme pernicieuſe, ont voulu qu'on les flottât ou dans l'eau douce ou dans l'eau ſalée: d'autres ont ſoutenu qu'il ſeroit mieux de les expoſer à la grande ardeur du ſoleil & aux vents hâleux: d'autres, pour prévenir les fentes, ont voulu qu'on les dépoſât ſous des hangars; enfin, quelques-uns ont prétendu qu'il falloit les deſſécher artificiellement dans des étuves. Je me propoſe de diſcuter ces différents ſentiments les uns après les autres, & je commence par ce qui regarde le flottage des bois.

ARTICLE I. *Eſt-il avantageux de conduire les Bois à flot au lieu de leur deſtination, & de les mettre dans l'eau douce ou ſalée pour les rendre d'un bon ſervice?*

POUR ſuivre avec ordre cette diſcuſſion, nous examinerons en premier lieu ce que le flottage opere ſur les bois à brûler. 2°, ſon effet ſur les planches & les bois refendus; 3°, enfin ce qu'il peut opérer ſur les gros bois de Charpente.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 133 sur 651

Article II. *Des Bois à brûler.*

Il faut diſtinguer les différentes qualités des Bois à brûler: car ſur les ports & dans les chantiers de Paris, on met, comme nous l'avons dit, une grande différence entre le *bois neuf*, le *bois de gravier* & le *bois* véritablement *flotté*. Le *bois neuf* eſt celui qui n'a été voituré ni en trains, ni à flot. Le *bois de gravier* eſt celui qui, diſpoſé en Trains aux Ports des grandes rivieres navigables, n'en a été tiré que pour être mis dans les chantiers. Les *bois* véritablement *flottés* ſont ceux qui ont été jettés à bois perdu dans les petites rivieres, & qui ayant été tirés de l'eau à l'embouchure de celles-ci dans les grandes rivieres, ont été mis en Trains après avoir été deſſéchés. Ces bois étoient originairement de même qualité; & ſi leur prix eſt différent à Paris, c'eſt que ces derniers ont été plus ou moins endommagés par le flottage.

Les bois neufs ſont, ſans contredit, les meilleurs de tous; les bois de gravier qui conſervent leur écorce, en different peu; & entre les bois flottés il y en a qui ſont bien plus altérés les uns que les autres. Ceux qu'on a été obligé de tirer pluſieurs fois de l'eau pour les laiſſer ſe deſſécher avant de les mettre en Trains, & ceux qui ont eſſuyé un long flottage, ſont bien plus mauvais que ceux qu'on n'a tirés de l'eau qu'une ſeule fois pour les mettre en trains.

Ceux-là ont perdu toute leur écorce; ils ſont extrêmement légers quand ils ſont ſecs: ils font une grande flamme en brûlant; ils ſe conſument très-vîte, ne forment point de braiſe, & il reſte très-peu de ſels dans leurs cendres & les Leſſiveuſes les rejettent: ils ſont, à pluſieurs égards, ſemblables aux bois uſés & en partie pourris, excepté que les bois flottés font une grande flamme & un feu ardent, au lieu que les bois uſés ſe conſument comme de l'amadou, ſans faire ni flamme, ni braiſe; mais les cendres des uns & des autres contiennent très-peu de ſels.

Ces obſervations qu'on répete tous les jours à Paris, où l'on conſomme beaucoup de bois flotté, prouvent inconteſtable-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 134 sur 651

ment que l'eau altere beaucoup la qualité du bois, & qu'elle en extrait toute la ſeve, non-ſeulement ſa partie flegmatique, mais encore ſa partie muqueuſe; ce qui fait qu'il ne reſte dans ces bois vraiment flottés qu'une fibre ligneuſe, ſeche & aride comme de la paille; ſur quoi il eſt eſſentiel de remarquer, pour ce que nous avons à dire dans la ſuite, 1°, Que les bois s'alterent d'autant plus qu'ils ſont plus jeunes.

2°, Que le flottage endommage beaucoup plus les bois blancs que les bois durs : le Bouleau, le Peuplier & le Tilleul, perdent preſque toute leur ſubſtance; ils deviennent légers comme du liege.

3°, Les bois uſés ſont beaucoup plus endommagés par le flottage que les bons bois vifs : malheureuſement la plûpart des groſſes pieces de bois ſont uſées dans le cœur.

4°, L'effet du flottage ſe manifeſte plus ſur les bois à brûler que ſur ceux de ſciage & de charpente, parce que communément les bois à brûler ſont jeunes & très-chargés d'aubier. Mais la déprédation très-ſenſible des bois à brûler nous aidera à mieux connoître ce qui arrive aux bois de meilleure qualité, & qui éprouvent des altérations moins aiſées à appercevoir.

ARTICLE III. *Comparaiſon des Bois de ſciage qu'on a voiturés à flot, ou qu'on a mis ſous l'eau, avec ceux qu'on a toujours tenus à ſec.*

NOUS avons dit l'idée que nos recherches nous ont fait prendre de la ſeve du bois : or quand on met les bois ſous l'eau, ce fluide ſe mêle avec la ſeve, & il remplit tous les eſpaces qui, dans l'ordre naturel, étoient remplis d'air. Les fibres tendues par la ſeve & le fluide étranger, reſtent dans cet état ſans s'altérer; ce qui fait, comme nous l'avons dit, que les bois durent des ſiécles ſous l'eau ſans s'altérer; après avoir reſté trente ans & plus ſous l'eau, la piece paroît être au même état où elle étoit quand on l'a ſubmergée. Mais qu'arrive-t-il lorſqu'elle en a été retirée? l'eau étrangere qui a délayé la ſubſtance gélati-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 135 sur 651

neuſe de la ſeve, ayant emporté avec elle une partie de cette ſubſtance, les bois ſe fendent un peu moins, ils ſe tourmentent peu ; mais ils ont un déſavantage conſidérable ſur ceux qui auroient été deſſéchés & conſervés ſous des hangars ; parce que l'eau étrangere a emporté une partie de la ſubſtance gélatineuſe qui contribuoit à la fermeté du bois. Si les bois flottés ſe fendent & ſe tourmentent moins que les autres, c'eſt par la même raiſon qui fait que les bois tendres & de mauvaiſe qualité ſont moins ſujets à ſe fendre & à ſe tourmenter que les bois forts.

J'ai apperçu ſenſiblement, ſur les bois qu'on met dans l'eau, cette diſſipation de la ſubſtance gélatineuſe ; car ayant mis flotter dans une eau pure, & preſque dormante, des bois de ſciage remplis de ſeve, au bout de quelques jours j'appercevois ſur toute la ſuperficie de ces bois une eſpece de gelée, qu'on peut comparer à celle d'un bouillon bien fait ; il eſt vrai qu'ayant voulu ramaſſer de cette gelée pour la deſſécher, & voir ce que je pourrois en obtenir, elle ſe diſſipa preſqu'entiérement ; mais il reſte toujours pour conſtant que cette gelée étoit formée par une ſubſtance émanée du bois.

Il n'en eſt pas de même des bois qu'on laiſſe ſe deſſécher doucement ſous des hangars ; la partie flegmatique de la ſeve ſe diſſipe dans l'air ; la portion gélatineuſe qui eſt plus fixe demeure dans les pores, & entretient la liaiſon des fibres ligneuſes ; & quand au bout d'une couple d'années le flegme de la ſeve s'eſt en partie évaporé, la ſubſtance ligneuſe a conſervé toute la bonne qualité qu'elle peut avoir.

Quoique les bois tenus ſous les hangars s'éclatent moins que ceux qu'on laiſſe au grand air, néanmoins, quand ils ſont de très-bonne qualité, ils ſe fendent plus que ceux qu'on a tenus quelque temps dans l'eau ; mais ceux-ci (je parle toujours des bois très-forts) ſe fendent encore quand, après les avoir tirés de l'eau, on les expoſe au grand hâle pour les ſécher promptement ; & pour qu'ils ne ſe fendiſſent pas, il faudroit qu'ils euſſent ſouffert une grande altération.

En attendant que je rapporte des Expériences plus préciſes,

je dirai qu'ayant exposé à l'air des pilotis du Pont d'Orléans, qui étoient restés plusieurs siecles sous l'eau, il s'est formé des gerses à toute leur circonférence.

De plus, ayant à ma disposition des bois fort secs, qui avoient des fentes & quelques roulûres, j'en fis mettre dans l'eau douce un morceau qui pesoit 82 livres au commencement d'Octobre; l'ayant retiré à la fin de Décembre, il pesoit 115 livres, ainsi son poids étoit augmenté de 33 liv. c'est beaucoup: les assistants jugeoient que les fentes & les gélivûres étoient anéanties. Elles étoient effectivement resserrées; mais en examinant ce morceau de bois avec attention, j'appercevois bien qu'elles subsistoient, & je concevois qu'il ne pouvoit pas en être autrement. L'eau qui avoit gonflé les fibres avoit refermé les fentes; mais il étoit impossible qu'elle eût réuni les fibres qui étoient séparées. Je fis refendre ce morceau de bois; il se sépara aux endroits où étoient les fentes & les gélivûres. On en laissa les morceaux au sec, & ils se fendirent encore en plusieurs endroits.

Je conviens que les bois tendres & gras qui se fendent peu quand on les tient sous des hangars, ne se fendent presque point lorsqu'on les a tenus un temps assez considérable dans l'eau; mais c'est toujours aux dépens de leur qualité, parce qu'on les approche de l'état des bois usés; & comme nous supposons que ces bois sont foibles, & de nature à pourrir aisément, il est dangereux, sur-tout à leur égard, de les altérer par un long flottage. Traitez, comme vous voudrez, de bon Chêne blanc de Provence, il durera: mais il n'en est pas de même des bois tendres de la Lorraine, de la Bourgogne, &c; quelque attention qu'on y apporte, ils feront de peu de durée; à plus forte raison se pourriront-ils encore plutôt, si on les affoiblit par un flottage long-temps continué.

Je sais que quelques personnes qui pensent désavantageusement du flottage, ayant tiré de l'eau des bois qui en se desséchant se montroient gelifs, roulés & cadranés, &c; ils prétendoient que ces défauts avoient été produits par le flottage. En effet, j'ai vu des pilotis du Pont d'Orléans qui étoient pourris

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 137 sur 651

pourris au cœur ; mais sûrement ces défauts exiſtoient dans les pieces avant qu'elles euſſent été miſes dans l'eau ; le gonflement des fibres a fait qu'on ne les a pas apperçus dans les bois nouvellement tirés de l'eau ; mais à meſure que l'eau s'eſt retirée, les gélivûres ſe ſont ouvertes & ſont devenues ſenſibles, ainſi que les roulûres & les cadranûres ; pour la carie, elle eſt devenue tout d'un coup très-ſenſible. L'eau n'a certainement pas pu produire ces défauts ; mais elle ne les a pas corrigés. Elle peut bien en avoir arrêté le progrès ; elle les a même rendu imperceptibles, ou moins ſenſibles, pour les raiſons que je viens de rapporter ; mais ils ſe ſont montrés à meſure que les bois ſe ſont deſſéchés. Voici une Expérience qui le prouve.

Nous prîmes une piece de bon bois fort, qui étant reſtée ſous un hangar au grand air, s'étoit beaucoup fendue ; on tint note de ſes fentes ; nous la mîmes dans l'eau : au bout de quelque temps les fentes diſparurent ; mais cette piece ayant été tirée, on vit, à meſure qu'elle ſe deſſéchoit, les mêmes fentes reparoître, & devenir auſſi conſidérables qu'elles l'étoient quand nous avions mis cette piece dans l'eau.

On remarque aſſez fréquemment qu'un nœud pourri s'étend lorſqu'on laiſſe les pieces affectées de ce défaut dans un lieu un peu humide ; la ſanie dont il eſt imbibé, altere alors le bon bois, au lieu que la pourriture de ce nœud reſte ſans faire de progrès tant que la piece eſt ſous l'eau, parce que l'eau pure qui imbibe la partie pourrie, & qui lave, pour ainſi dire, la plaie, arrête le progrès du mal. Mais quand on tire la piece de l'eau, & qu'on la laiſſe ſe deſſécher, le nœud pourri reparoît. Il eſt vrai que l'eau ayant emporté une partie de la ſeve corrompue, la pourriture fait moins de progrès ; mais on auroit produit un auſſi bon effet, ſi, en laiſſant la piece ſous un hangar, on avoit paré le nœud pourri juſqu'au vif.

Au reſte, les uns condamnent l'eau, les autres s'en déclarent partiſans ; & ſuivant que les uns ou les autres ſont affectés d'une façon de penſer, l'un prétend que tous les déſordres qu'on apperçoit dans les pieces qu'on tire de l'eau, doivent être attribués aux effets de ce fluide ; & les autres, au contraire, attri-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 138 sur 651

buent à l'eau tout ce qui s'apperçoit d'avantageux. Suivant les uns, l'eau a occaſionné tout le mal ; ſuivant les autres, elle a produit tout ce qui eſt bien. Tout le monde a vu des bois d'excellente qualité, qui ont été de longue durée, quoiqu'ils euſſent été long-temps expoſés aux injures de l'air. J'ai vu de vieux bois d'excellente qualité, qui n'avoient jamais été flottés. Ces obſervations mettent ceux qui ſont oppoſés au flottage, en état de ſoutenir que la ſeve n'eſt point une liqueur corroſive, toujours prête à fermenter & à ſe corrompre ; & elle nous confirme dans l'idée qu'elle eſt une liqueur balſamique, qui, quand elle a perdu une partie de ſon humidité, peut s'oppoſer à la pourriture des fibres ligneuſes, & en même temps faire l'effet d'une colle forte qui contribue à la dureté du bois.

Mais d'un autre côté, j'ai vu des bois de Lorraine extrêmement gras pourrir dans les chantiers. On a prétendu les conſerver en les renfermant ſous des hangars : ils y ont ſubſiſté plus long-temps ; mais enfin ils s'y ſont pourris. C'eſt alors qu'on a attribué tout le déſordre à la ſeve, toujours prête à fermenter, à ſe corrompre & à faire tomber en pourriture les fibres ligneuſes ; & comme on remarquoit que la pourriture commençoit toujours par le centre des pieces, au lieu de reconnoître que le mal venoit de ce qu'il y avoit un principe de corruption dans le cœur de ces arbres, comme nous l'avons démontré dans le Traité de l'*Exploitation*, on s'eſt perſuadé que l'intérieur des pieces ne pourriſſoit que parce que la ſeve avoit plus de peine à s'en échapper que de la ſuperficie. D'après cette idée, on a imaginé qu'il falloit délayer cette ſeve corroſive, cette liqueur fermentative, en mettant les bois dans l'eau : on les a donc ſubmergés dans l'eau pure, ou enfouis dans une vaſe très-chargée d'eau ; effectivement, pour les raiſons que nous avons rapportées plus haut, ces bois ne ſe ſont point pourris, tant qu'ils ont été dans l'eau, & l'on a cru avoir une preuve déciſive de la juſteſſe de tous les raiſonnements qu'on avoit faits ſur la ſeve. Mais quand on a eu tiré ces bois de l'eau pour les employer, comme cela ſe pratique ordinairement, les défauts de ces bois, en apparence ſi ſains, ſe ſont manifeſtés ; ils ſe ſont

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 139 sur 651

pourris même ſi promptement, qu'il a fallu changer des pieces qui tomboient en pourriture avant que l'ouvrage fût fini. Cet événement n'a pas paru ſingulier ; on a jugé qu'il devoit arriver parce qu'on avoit employé les bois au ſortir de l'eau. On a donc jugé à propos de les tirer de l'eau, & de les conſerver en chantier pour ne les employer que quand ils ſeroient bien ſecs : mais on n'en a preſque retiré aucun avantage ; ils ſe ſont pourris comme ſi on ne les eût jamais mis dans l'eau. Tout ce qu'on avoit gagné, ſe réduiſoit donc à les avoir conſervés dix à douze ans ſous l'eau où ils n'avoient pas pourri, comme ils auroient fait dans les chantiers ; mais l'eau n'ayant pas fait changer leur nature, ils ſe ſont pourris lorſqu'ils en ont été tirés.

On peut ſe rappeller que dans les Expériences que j'ai rapportées dans le Traité de l'*Exploitation*, pour connoître quelle étoit la ſaiſon la plus favorable pour abattre les arbres, tous les abattages m'ont donné des pieces de bonne qualité qui ſe corrompoient difficilement, & d'autres qui tomboient promptement en pourriture. Il me paroît donc que le tempérament des arbres eſt ce qui décide mieux de leur durée ; & ſi cette différence ſe remarque ſur de jeunes arbres, combien, à plus forte raiſon, influera-t-elle ſur de gros arbres, qui, comme je l'ai prouvé, ſont preſque tous en retour, & affectés d'un germe de pourriture dans le cœur. Achevons d'expoſer, le plus qu'il nous ſera poſſible, l'état de la queſtion qui partage ceux qui ſont les mieux inſtruits de ce qui concerne les bois.

1°, Il eſt certain que dans les plus anciens édifices on trouve des charpentes & des poutres qui, étant à couvert des injures de l'air, ſe ſont conſervés des ſiecles parfaitement ſaines, ſans qu'on voie dans aucun des ouvrages d'architecture faits dans ces temps reculés, qu'on prît aucune précaution particuliere pour les rendre de longue durée. Ainſi, à moins que d'être bien certain qu'on peut aider la nature par tel ou tel moyen, ce qui ne peut ſe ſavoir que par une longue étude fondée ſur pluſieurs Expériences, on courroit riſque de tout gâter, en voulant, d'après de ſimples conjectures, améliorer les bois.

2°, On admet comme une choſe certaine, que la ſeve ſe

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 140 sur 651

diſſipe plus promptement des bois qui ont ſéjourné dans l'eau, que de ceux qu'on laiſſe ſe deſſécher à l'air. C'eſt pour cette raiſon que les Menuiſiers & les Tonneliers mettent leurs bois tremper dans l'eau lorſqu'ils n'en ont point de ſecs, & qu'ils ſont preſſés de faire quelques ouvrages. En ce cas, ils débitent & corroyent groſſiérement leurs bois; puis ils les jettent à l'eau; & s'ils en ont la commodité, ils préferent de les mettre à la chûte d'un moulin, afin d'enlever plus promptement la ſeve, non pas dans la vue de les empêcher de pourrir; leur intention eſt de faire enſorte qu'ils ne ſe tourmentent point. Mais eſt-on aſſuré, par des expériences bien faites, que les bois imbibés d'eau ſe deſſéchent plus promptement que ceux qui n'ont jamais été flottés? & ſi cela eſt, comme on le penſe, cet effet s'opere-t-il ſur de gros bois comme ſur des planches minces? N'eſt-il point à craindre que voulant enlever par art, & avec précipitation, cette ſeve qui a fait la nourriture du bois pendant qu'il étoit ſur pied, l'eau n'emporte en même-temps les parties utiles au bois, des ſubſtances gommeuſes, mucilagineuſes, muqueuſes, réſineuſes, qui étant épaiſſies, contribueroient à la bonté du bois? & ſi la ſouſtraction de ces ſubſtances eſt utile pour des ouvrages qu'on tient à couvert, & qui n'ont pas beſoin de beaucoup de force, ne ſeroit-elle pas déſavantageuſe aux bois qui doivent être expoſés aux injures de l'air, & qui ont à ſupporter des efforts conſidérables?

Ainſi, dans certaines circonſtances, on voit que la ſeve fermente & qu'elle ſe corrompt; dans d'autres, on apperçoit qu'elle contribue à la conſervation des bois & à leur force. Si pour certains ouvrages de préciſion, il eſt avantageux d'extraire la ſeve pour réduire le bois fort à l'état de bois gras; dans d'autres, il peut être plus avantageux de laiſſer la ſeve s'échapper doucement, afin que la partie flegmatique ſe diſſipe ſans détruire les parties ſubſtantieuſes qui contribuent à la bonté du bois; car il y a beaucoup de gros ouvrages où l'on n'a point à craindre que les bois ſe tourmentent.

Voilà beaucoup d'incertitudes & quantité de queſtions que j'ai eſſayé d'éclaircir par les Expériences que je vais rapporter.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 141 sur 651

ARTICLE IV. *Expériences pour connoître ſi l'eau étrangere qui eſt dans une piece de Bois qui a long-temps reſté ſous l'eau, ſe diſſipe promptement.*

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

ON A tiré de l'eau & des vaſes une piece de bois qui y étant depuis bien des années étoit très-pénétrée de l'eau de la mer : ſa ſolidité étoit de quatre pieds ſept pouces cubes. Le 27 Août 1727, que commença l'Expérience, elle peſoit 353 liv. on la mit dans un Magaſin ſec ; & le 3 Mai 1729, au bout de vingt mois, elle ſe trouva peſer 292 liv. ainſi elle avoit perdu 61 liv. de ſon premier poids. Le 2 Octobre 1731, au bout de 28 mois, elle peſoit 261 liv. ainſi elle avoit encore perdu 31 liv. de ſon poids, en tout 92 liv. Chaque pied cube, au commencement de cette Expérience, peſoit 77 liv. & à la fin, ayant diminué de 20 liv. près d'un quart, le pied cube ne peſoit plus que 57 liv. c'eſt le poids des bois de Chêne de très-médiocre qualité. Je conviens que pour l'exactitude de l'Expérience, il auroit fallu continuer à peſer tous les deux jours cette piece de bois pour voir ſi elle faiſoit l'hygrometre ; car c'eſt ce qui auroit décidé ſi elle étoit parfaitement ſeche.

Voici une autre Expérience, faite dans la même vue, pendant que j'étois à Toulon.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

DANS l'année 1732, au mois de Juin, il arriva à Toulon du bois de la forêt d'Arta en Albanie : on le mit ſous l'eau de la mer dans le port afin de le conſerver, excepté deux pieces qu'on laiſſa ſur des chantiers à terre, afin qu'elles ſéchaſſent à l'air. Sur cela j'engageai à faire l'Expérience qui ſuit.

Le 6 Mars 1736, nous fimes tirer deux pieces de celles qui étoient à la mer ; nous en fimes équarrir une pour la réduire à huit pieds de long, dix pouces de large, & neuf pouces d'épaiſ-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 142 sur 651

ſeur, ce qui fait 5 pieds cubes. On la porta le même jour à la balance, & elle peſoit 417 liv. 8 onces poids de marc; par conſéquent le pied cube peſoit 83 livres 8 onces.

Le même jour, nous fîmes équarrir une des pieces qu'on avoit laiſſé ſécher ſur les chantiers en plein air depuis près de quatre ans; on la réduiſit aux mêmes dimenſions que la précédente, ſavoir huit pieds de long, 10 pouces de large, & neuf pouces d'épaiſſeur, faiſant 5 pieds cubes, qui peſerent 297 liv. poids de marc; par conſéquent le pied cube peſoit 59 livres 6 onces 3 gros un tiers.

Le même jour, nous fîmes équarrir la ſeconde piece qui avoit été tirée de la mer; on lui donna ſix pieds de long, 9 pouces de large, & huit pouces d'épaiſſeur, faiſant trois pieds cubes: cette piece peſoit 263 liv. 8 onc. par conſéquent le pied cube peſoit 87 liv. 13 onces 2 gros 2 grains.

Nous fîmes auſſi équarrir la ſeconde piece qu'on avoit laiſſé ſécher au grand air: on la réduiſit aux mêmes dimenſions de ſix pieds de long, neuf pouces de large, & huit pouces d'épaiſſeur, faiſant trois pieds cubes; elle peſoit 210 liv. 8 onces, par conſéquent le pied cube peſoit 70 liv. 2 onc. 5 gros 1 grain.

Nous fîmes marquer avec un ciſeau les pieces qui avoient été à la mer, ARTA, MER.

Et celles qui n'y avoient point été miſes, mais qui avoient ſéché à l'air ſur des chantiers depuis près de quatre ans, ARTA, TERRE.

Le 28 Décembre 1736, nous fîmes retirer ces quatre pieces de bois d'Arta, que nous avions miſes vers la mi-Mars précédente ſous les hangars de l'Artillerie; nous remarquâmes premiérement que celles qui n'avoient point été miſes à la mer étoient plus gerſées que les autres, & les fentes plus du double plus ouvertes; l'intérieur des fentes étoit de couleur feuille morte pâle, parce qu'elles étoient anciennes & formées avant l'Expérience.

Les pieces qui avoient été miſes à la mer ſe fendirent, à la vérité, & ſe gerſerent en quelques endroits, mais pas la moitié autant que les premieres, tant pour la quantité que pour la

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 143 sur 651

largeur des fentes ; & leur couleur marquoit qu'elles étoient nouvelles. Ces pieces étoient preſque dans le même état que quand on les dépoſa ſous les hangars ; c'eſt-à-dire, qu'elles avoient toujours l'œil vif & ſain ; mais il s'en falloit beaucoup qu'elles ne fuſſent ſeches.

		livres.	onc.	gros.	gr.
I. Piec. Arta, Mer.	Nous fîmes peſer la groſſe de la mer qui cuboit cinq pieds ; & miſe dans la même balance que la premiere fois, elle peſoit	338			
	Par conſéquent le pied cube ne peſoit plus que	67	9	4	$\frac{4}{5}$
	Il peſoit à la premiere fois	83	8		
	Donc il avoit diminué de poids par chaque pied cube	15	14	3	$\frac{1}{5}$
I. Piec. Arta, Terre.	Nous prîmes enſuite la groſſe piece qui avoit toujours ſéché ſur terre, & qui cuboit pareillement cinq pieds ; nous la fîmes porter à la balance, & elle peſa	274			
	Par conſéquent le pied cube ne peſoit plus que	54	12	6	$\frac{2}{5}$
	Et il peſoit auparavant	59	6	3	$\frac{1}{5}$
	Il avoit donc diminué de poids par chaque pied cube de	4	9	4	$\frac{4}{5}$
II. Piece, Arta, Mer.	Nous prîmes encore la ſeconde piece de la mer, qui cuboit trois pieds ; nous la fîmes porter à la balance, & elle peſa	210			
	Par conſéquent le pied cube ne peſoit que	70	0	0	0
	Et il peſoit le 6 Mars	87	13	2	2
	Donc il avoit diminué par chaque pied cube de	17	13	2	2
	Nous fîmes pareillement porter à la balance la ſeconde piece qui avoit toujours ſéché ſur terre, & elle peſa	192			

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 144 sur 651

		livres.	onc.	gros.	gr.
II. Piece. Arta, Terre.	Par conſéquent le pied cube ne peſoit plus que	64			
	Et il peſoit le 6 Mars	70	2	5	1
	Donc il avoit diminué de poids par chaque pied cube de	6	2	5	1

Le même jour nous fîmes reporter ces pieces ſous les hangars, & le 24 Août 1737, nous les fîmes peſer.

		livres.
I. Piec. A. mer.	La groſſe piece de la mer ne peſoit plus que . .	310
	Et elle peſoit le 28 Décembre	338
	Par conſéquent elle avoit diminué de	28
I. Piec. A. terre	La groſſe piece de terre ne peſoit plus que . .	264
	Et elle peſoit le 28 Décembre	274
	Par conſéquent elle avoit diminué de	10
II. Piece, A. mer.	La petite piece de la mer ne peſoit plus que . .	195
	Et elle peſoit le 28 Décembre	210
	Par conſéquent elle avoit diminué de	15
II. Piece, A. terre.	La petite piece de terre ne peſoit plus que . . .	183
	Et elle peſoit le 28 Décembre	192
	Par conſéquent elle avoit diminué de	9

Les fentes de l'une & de l'autre étoient à peu près ſemblables ; cependant les pieces de la mer n'étoient pas parfaitement ſeches.

§3. *RÉCAPITULATION des poids extrêmes, premier & dernier, de l'Expérience précédente.*

		livres.	onc.
I. Piec. A. mer.	Le 6 Mars 1736, la groſſe de la mer peſoit . .	417	8
	Le 24 Août 1737, elle ne peſoit plus que. . . .	310	
	Donc elle avoit diminué de	107	8

Le

		livres.	onc.
I. Piec. A. terre	Le 6 Mars 1736, la groſſe de la terre peſoit. .	297	
	Le 24 Août 1737, elle ne peſoit plus que. . . .	264	
	Donc elle avoit diminué de	33	
II. Piece, A. mer.	Le 6 Mars 1736, la petite de la mer peſoit . .	263	8
	Le 24 Août 1737, elle ne peſoit plus que . . .	195	0
	Donc elle avoit diminué de	68	8
II. Piece, A. terre.	Le 6 Mars 1736, la petite de la terre peſoit . .	210	8
	Le 24 Août 1737, elle ne peſoit plus que . . .	183	0
	Donc elle avoit diminué de	27	8

§ 4. *Suite de l'Expérience, & conſéquences qui en réſultent.*

	livres.
Le 19 Janvier 1739, la groſſe piece d'ARTA, MER ne peſoit plus que	293
Et elle peſoit le 24 Août 1737	310
Par conſéquent elle avoit encore diminué de . .	17
Le 19 Janvier 1739, la groſſe piece d'ARTA, TERRE ne peſoit plus que	256
Et elle peſoit le 24 Août 1737	264
Par conſéquent elle avoit encore diminué de. .	8
Le 19 Janvier 1739, la petite piece d'ARTA, MER ne peſoit plus que	184
Et elle peſoit le 24 Août 1737	195
Par conſéquent elle avoit encore diminué de. .	11
Le 19 Janvier 1739, la petite piece d'ARTA, TERRE ne peſoit plus que	179
Et elle peſoit le 24 Août 1737	183
Par conſéquent elle avoit encore diminué de .	4

Ces pieces, depuis le commencement de l'Expérience, ont

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 146 sur 651

toujours reſté ſous le hangar de l'Artillerie, où le ſoleil donne la moitié de la journée ; car ce hangar n'eſt fermé que par une claire-voie.

On voit néanmoins que les pieces qui ont été ſorties de la mer n'étoient pas encore ſeches, à beaucoup près, le 19 Janvier 1739, quand on a fini l'Expérience, puiſqu'elles étoient beaucoup plus peſantes que celles qui n'avoient point été dans l'eau, & que d'ailleurs elles diminuoient encore beaucoup de poids, preuve qu'elles continuoient à ſe deſſécher. Je n'étois plus à Toulon à la fin de l'Expérience ; mais on m'écrivit que les fentes des pieces qu'on avoit tirées de l'eau, étoient devenues auſſi conſidérables que celles des pieces qui n'y avoient jamais été.

Cette Expérience a été trop tôt diſcontinuée ; quelques-unes des ſuivantes ſeront plus inſtructives. Cependant on voit que les bois forts ſe fendent en ſe ſéchant, lors même qu'ils ont paſſé un temps conſidérable dans l'eau de la mer.

ARTICLE V. *Expériences pour reconnoître le temps néceſſaire pour que l'eau de mer, dont un morceau de bois eſt imbibé, ſe diſſipe.*

1°, On a pris un pied cube d'une piece de bois qui avoit ſéjourné pluſieurs années dans la vaſe & l'eau de la mer. Le 3 Octobre 1731, au commencement de l'Expérience, ce pied cube peſoit 76 liv. $\frac{1}{2}$. On le repeſa le 23 Septembre 1732 : ce cube étant reſté ces neuf mois dans un bâtiment, il ſe trouva ne plus peſer que 57 liv. ainſi il avoit perdu 19 liv. $\frac{1}{2}$ de ſon premier poids, ce qui fait, comme dans l'Expérience précédente, la différence d'un quart : cependant ce pied cube de bois n'étoit ſûrement pas auſſi ſec qu'il auroit pu l'être ; l'Expérience précédente le donne à penſer, puiſqu'il s'eſt fait encore une diſſipation aſſez conſidérable d'humidité la ſeconde année : cependant voilà le pied cube réduit au poids de 57 liv. comme la piece de l'Expérience rapportée dans l'Article IV.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 147 sur 651

2°, On a pris un pied cube d'une piece qui avoit été tirée de l'eau depuis quelque temps, & qui par conſéquent s'étoit déjà deſſéchée, elle peſoit le 3 Décembre 1731, au commencement de l'Expérience, 70 liv. $\frac{3}{4}$; ainſi elle étoit plus légere que l'autre de 5 liv. $\frac{3}{4}$. L'ayant miſe à couvert juſqu'au 3 Septembre 1732, elle ſe trouva ne plus peſer que 61 liv. $\frac{1}{2}$, n'ayant perdu que 9 liv. $\frac{1}{4}$ de ſon poids. Comme il y avoit déjà quelque temps que ce morceau de bois étoit tiré de l'eau, il n'eſt pas douteux qu'il s'étoit deſſéché, & qu'ayant enſuite reſté neuf mois à couvert, comme le précédent, il devoit être plus ſec; cependant il s'eſt trouvé peſer 4 liv. $\frac{1}{2}$ de plus : ce qui, à la vérité, eſt peu de choſe ſur un pied cube; mais je ſuis porté à en conclure que la qualité du bois de ce pied cube étoit ſupérieure à l'autre.

3°, On a fait encore un cube de même dimenſion avec une piece de bois qui avoit été tirée de l'eau, & conſervée à couvert pendant deux ans & demi. Le 3 Décembre 1731, au commencement de l'Expérience, ce pied cube peſoit 68 liv. $\frac{1}{4}$. Neuf mois après, il ne peſoit plus que 58 liv. ainſi, quoique ce bois eût pu ſe deſſécher pendant deux ans, il a encore perdu 10 liv. $\frac{1}{4}$ de ſon poids : ce qui confirme une Expérience que j'ai rapportée plus haut, pour prouver que les groſſes pieces de bois ſont bien long-temps à ſe deſſécher parfaitement. Mais la premiere Expérience étoit faite ſur des bois neufs, & celle-ci ſur des bois qui avoient long-temps ſéjourné dans l'eau. Au reſte, voilà ce cube revenu à 58 liv. ce qui ne fait qu'une livre de différence avec le cube N°. 1.

4°, Pour voir où pouvoit aller le deſſéchement d'une piece qui n'auroit jamais été dans l'eau, on a tiré un pied cube d'une piece de bois qui avoit reſté ſix ans dans un Magaſin : le pied cube peſoit, au commencement de l'Expérience, ſavoir le 3 Décembre 1731, 59 liv. $\frac{1}{4}$, & le 23 Septembre 1738, il ne peſoit plus que 52 liv. ainſi ce cube qui paroiſſoit devoir être parfaitement ſec, a encore perdu 7 liv. 4 onces de ſon poids. D'où l'on peut conclure que les autres cubes n'étoient pas parfaitement ſecs; & que les groſſes pieces, quelque ſeches qu'elles paroiſſent, ſe deſſechent encore conſidérablement quand on

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 148 sur 651

les réduit en plus petits morceaux ; enfin, qu'il n'eſt point certain, quoiqu'on le penſe aſſez communément, que les bois qui ont reſté dans l'eau ſe deſſechent beaucoup plus promptement que ceux qui n'y ont jamais été.

Comme le flottage des bois eſt un point très-intéreſſant, ſoit pour ſavoir ſi l'on doit tranſporter les bois à flot, ſoit pour décider ſi l'on doit conſerver les bois dans l'eau, à l'air ou ſous des hangars, nous avons prodigieuſement multiplié les Expériences pour eſſayer d'éclaircir ce myſtere, & de connoître (s'il étoit poſſible) la vérité. Pour cela j'ai cru devoir prendre l'inverſe : ainſi, je vais commencer par examiner ſi un morceau de bois doit reſter bien long-temps dans l'eau pour en être autant pénétré qu'il peut l'être.

ARTICLE VI. *Expériences ſur l'imbibition des Bois que l'on tient dans l'eau.*

IL S'AGIT ici d'examiner : 1°, Suivant quelle loi les bois ſe chargent de l'eau dans laquelle ils flottent.

2°, Si les bois de différente qualité s'en chargent plus ou moins promptement, & en plus ou moins grande quantité les uns que les autres.

3°, S'ils ſont bien long-temps à s'en charger autant qu'ils peuvent en prendre.

Pour cela j'ai pris de ces petites balances qu'on emploie pour peſer les Louis d'or : elles trébuchoient à un ſixieme de grain ; cependant je ne me propoſois pas d'atteindre à ce degré de préciſion.

Comme la plûpart des bois ſecs ſont ſpécifiquement plus légers que le volume d'eau qu'ils déplacent, & comme il étoit néceſſaire qu'ils allaſſent au fond de l'eau, j'ôtai un des plateaux du côté de *A*, *Planche VII. Fig.* 4. J'y ſubſtituai une balle de plomb attachée à un crin ; & cette balle de plomb trempant dans l'eau du vaſe *C*, je mis des poids dans le plateau *D*, juſqu'à ce que ce plateau étant dans l'air, & la balle nageant dans l'eau, tout fût en équilibre. Ces poids étoient de fine cendrée

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 149 sur 651

de plomb. Pour lors je détachai la balle du bras *A*, & je pesai dans une autre balance les petits prismes de bois *E* (*Planche VII. Fig.* 5) qui devoient servir pour mes Expériences. Ils avoient tous une base quarrée d'un pouce de côté, & de 2 de hauteur.

Je pris ensuite la balle de plomb que j'avois pesée dans l'eau, & je l'ajustai sous le prisme de bois, *E* (*Fig.* 5). Au moyen d'un autre crin, j'attachai le prisme au bras *A* de la balance, enfin j'emplis d'eau le vase *C*, qui étoit de cryſtal.

Comme il y avoit équilibre entre la balle nageante dans l'eau & le plateau *D* dans l'air, l'effet de la balle étoit nul; de sorte que si le prisme de bois étoit plus pesant que le volume d'eau qu'il déplaçoit, il falloit, pour rétablir l'équilibre, mettre des poids dans le plateau *D*; & ces poids exprimoient le surcroît de pesanteur du prisme sur l'eau dans laquelle il flottoit. Si, au contraire, le prisme étoit plus léger que son volume d'eau, il falloit ôter du plateau *D* assez des poids qu'on y avoit mis pour faire l'équilibre avec la balle; & la somme de cette soustraction exprimoit de combien le prisme étoit plus léger que l'eau qu'il déplaçoit.

La substance ligneuse, de quelque espece que soient les bois, est plus pesante que l'eau; & elle iroit constamment au fond, s'il n'y avoit pas des pores remplis d'air qui la font flotter. Les bois blancs les plus légers, le liége même, se précipitent au fond quand on les réduit en pouſſiere fine, & quand on en a pompé l'air par la machine pneumatique. Il suit delà que le poids des bois qui trempent dans l'eau doit augmenter à mesure que l'eau s'insinue dans leur intérieur, & qu'elle prend la place de l'air qui rempliſſoit les pores & qui les faisoit surnager. C'est aussi ce qui arrivoit à mes prismes; & pour rétablir l'équilibre, j'étois obligé de mettre des poids dans le plateau *D*: ces poids indiquoient la quantité d'eau qui s'insinuoit dans mes prismes.

Comme l'eau ne pénetre que peu à peu les bois, j'étois obligé d'avoir un grand nombre de fort petits poids; il m'auroit été difficile de me procurer plusieurs milliers de grains, de demi-grains, & de tiers de grains: ce qui me fit prendre le parti d'employer pour poids de ces fines dragées de plomb qu'on nom-

me *de la cendrée*, choiſiſſant la plus fine ; & pour que les grains fuſſent plus réguliérement d'une même groſſeur, je paſſai cette cendrée par une paſſoire ; enſuite j'en peſai pluſieurs gros, & en ayant compté les grains, je reconnus qu'en prenant une moyenne ſur pluſieurs peſées, il falloit cent vingt-cinq grains pour faire un gros. Ainſi toutes les fois que je dis que j'ai ajouté ou ſouſtrait un nombre, il faut imaginer que chaque unité de ce nombre eſt un cent vingt-cinquieme de gros.

Je paſſe au détail des Expériences, dont l'exécution a été bien longue, & a exigé beaucoup d'exactitude & de patience.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

Je fis venir de Toulon un morceau de Chêne de Provence bien ſain & d'un grain très-ſerré : j'en fis former des priſmes ſuivant les dimenſions que j'ai rapportées plus haut.

Celui numéroté 1 peſoit dans l'air, le 30 Juin 1737, 1 once 1 gros 16 grains $\frac{1}{2}$.

L'ayant ajuſté à la balance hydroſtatique comme je l'ai expliqué, il fallut pour le mettre en équilibre, parce qu'il étoit plus léger que l'eau, ôter du plateau *D* 168 dragées. Les jours ſuivants, à meſure que le bois s'imbiboit, je mettois de pareils poids dans le plateau *D*, & on en ôtoit quand le morceau de bois diminuoit de poids. Ainſi A, ſignifie *ajouté :* S, ſignifie *ſouſtrait :* T, *thermometre*. Les Numéros de la premiere colonne indiquent les jours du mois.

JUIN.

30 T. 20 $\frac{1}{2}$ *beau* A { le matin. 23 ; à midi. 23 ; à 4 heures. 144 ; le ſoir. 11

JUILLET.

1 T. 20 *beau* A..... { matin. 15 ; midi. 4 ; ſoir. 9

2 T. 20 *beau* A..... { matin. 10 ; ſoir. 13

3 T. 22 $\frac{1}{2}$ *pluie* A... { matin. 6 ; midi. 7 ; ſoir. 7

JUILLET.

4 T. 22 *beau* A..... matin. 7

5 T. 21 $\frac{1}{2}$ *beau* A.... { midi. 3 ; ſoir. 5

6 T. 22 *pluie* A..... { matin. 8 ; midi. 3 ; ſoir. 5

7 T. 17 *beau* A..... { matin. 9 ; midi. 0 ; ſoir. 10

8 T. 16 *beau* A..... { matin. 5 ; midi. 5 ; ſoir. 3

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 151 sur 651

JUILLET.

9 T. 16 *beau* A. . . . . { matin. 7 / midi. 4 / soir. 2
10 T. 16 *beau* A. . . . . { matin. 5 / midi. 3 / soir. 4
11 T. 16 *beau* A. . . . . { matin. 5 / soir. 5
12 T. 18 *beau* A. . . . . { matin. 3 / soir. 5
13 T. 19 ½ *orage* A..* { matin. 4 / soir. 7
14 T. 20 *beau* . . . . . { matin. 5 / soir. 5
15 T. 20 ½ *beau*. . . . . { matin. 4 / soir. 5
16 T. 20 *beau* . . . . . { matin. 3 / soir. 8
17 T. 21 *beau* . . . . . { matin. 3 / soir. 5
18 T. 22 ½ *orage* . . . . . { matin. 4 / soir. 3
19 T. 22 *beau* . . . . . { matin. 3 / soir. 3
20 T. 21 ½ *beau*. . . . . { matin. 4 / soir. 4
21 T. 22 *tonnerre*. . . . . { matin. 3 / soir. 2
22 T. 21 ½ *pluie*. . . . . { matin. 2 / soir. 4
23 T. 20 *beau*. . . . . { matin. 4 / soir. 0
24 T. 20 *beau*. . . . . { matin. 4 / soir. 3
25 T. 20 *pluie*. . . . . { matin. 0 / soir. 3
26 T. 18 *humide* . . . . . { matin. 3 / soir. 4

JUILLET.

27 T. 17 ½ *pluie* . . . . . { matin. 3 / soir. 0
28 T. 17 *pluie*. . . . . { matin. 3 / soir. 4
29 T. 17 *humide*. . . . . { matin. 3 / soir. 0
30 T. 19 *orage* . . . . . { matin. 4 / soir. 0
31 T. 19 *orage*. . . . . { matin. 0 / soir. 2

AOUST.

1 T. 17 *beau* . . . . . { matin. 4 / soir. 0
2 T. 18 *orage* . . . . . { matin. 0 / soir. 3
3 T. 16 ½ *vent*. . . . . matin. 3

On n'a plus examiné que les matins.

4 T. 17 *pluie*. 3
5 T. 16 *humide*. 4
6 T. 16 *beau*. 3
7 T. 16 *beau* 3
8 T. 16 *beau*. 0
9 T. 16 ½ *vent* 6
10 T. 17 *vent*. 0
11 T. 17 *beau* 4
12 T. 16 *pluie*. 0
13 T. 16 *pluie* 0
14 T. 16 ½ *orage* 0
15 T. 16 *vent* 0
16 T. 15 *pluie* 1
17 T. 15 *beau* 0
18 T. 14 *pluie* 0
19 T. 15 *pluie* 0
20 T. 15 *pluie*. 6
21 T. 15 *pluie* 7

* Il faut supposer un A par tout où on ne trouvera point S, tant pour cette Expérience que pour les suivantes; mais on a mis exactement A & S, à la fin de l'Expérience, lorsque les bois faisoient l'hygrometre.

AOUST.

22 T. 14 *pluie* 6
23 T. 14 *pluie* 0
24 T. 16 *vent* 0
25 T. 14 *pluie* 4
26 T. 15 *ſec*.....1
27 T. 15 *pluie* 0
28 T. 16 ½ *pluie*.....1
29 T. 16 ½ *ſec*.....2
30 T. 16 *pluie* 0
31 T. 15 ½ *pluie*.....2

SEPTEMBRE.

1 T. 15 *ſec*.....2
2 T. 15 *ſec*.....0
3 T. 15 *humide* 0
4 T. 14 ½ *humide*.....2
5 T. 14 *humide* 0
6 T. 14 *ſec*.....0
7 T. 14 *pluie* 0
8 T. 14 *ſec*.....1
9 T. 15 *beau* 2
10 T. 16 *beau* 1
11 T. 18 *beau* 3
12 T. 18 *beau* 0
13 T. 18 *beau* 0
14 T. 18 *humide* 0
15 T. 19 *beau* 0
16 T. 18 ½ *beau*.....0
17 T. 16 *pluie* 3
18 T. 17 *pluie*.....0
19 T. 17 *ſec*.....0
20 T. 16 *humide* 0
21 T. 17 *beau* 0
22 T. 17 *humide* 1
23 T. 17 ½ *humide*.....0
24 T. 17 ½ *ſec*.....0
25 T. 17 *ſec*.....1

SEPTEMBRE.

26 T. 16 *humide*.....0
27 T. 15 *humide*.....0
28 T. 15 *humide* 4
29 T. 14 ½ *ſec* 0
30 T. 14 *ſec*.....0

OCTOBRE.

1 T. 14 *humide* 0
2 T. 14 *humide* 0
3 T. 13 *humide* 0
4 T. 13 *humide* 0
5 T. 13 *humide*.....0
6 T. 13 *humide*.....0
7 T. 14 *humide* 3
8 T. 13 *humide* 0
9 T. 13 *humide* 0
10 T. 13 *humide* 0
11 T. 13 *humide* 0
12 T. 11 ½ *humide*.....0
13 T. 11 ½ *ſec*.....1
14 T. 11 ½ *beau*.....1
15 T. 11 *humide* 0
16 T. 11 *humide* 0
17 T. 10 ½ *ſec*.....0
18 T. 10 ½ *beau*.....0
19 T. 10 *beau* 0
20 T. 10 *ſec* 1
21 T. 10 *humide*.....2
22 1
23 1
24 T. 10 *humide* 0
25 T. 10 *humide* 0
26 T. 10 *ſec*.....2
27 T. 10 *humide*.....0
28 T. 11 *beau*.....0
29 T. 10 ½ *beau*.....1
30 T. 11 *beau*.....0

On l'a tiré de l'eau ; & l'ayant bien eſſuyé, il peſoit 1 once 6

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 153 sur 651

6 gros 50 grains, ainſi il étoit augmenté de 5 gros 33 ½ grains.

On l'a ſuſpendu en l'air par le crin qui le tenoit à la balance, & le 6 Septembre 1738, il s'eſt trouvé peſer 1 once 0 gros 54 grains, ainſi il étoit plus léger qu'au commencement de l'Expérience de 34 ½ grains. Je remarquerai une fois pour toutes que l'eau ſe troubloit, & ſe chargeoit de la ſubſtance du bois, ſurtout quand les bois étoient verds.

§ 2. *Seconde Expérience.*

Le Priſme N°. 2 peſoit dans l'air 1 once 1 gros 46 ½ grains; en le plongeant dans l'eau, il fallut ajouter 99 petits poids pour le mettre en équilibre.

Comme cette Expérience s'eſt faite en même temps que la précédente, la température de l'air étoit la même.

Juin, 1737.			Juillet.			Juillet.		
30	matin	14	7	matin	9		ſoir	4
	midi	22		midi	0	17	matin	3
	à quatre heures	16		ſoir	10		ſoir	3
	ſoir	10	8	matin	3	18	matin	4
Juillet.				midi	3		ſoir	5
1	matin	12		ſoir	4	19	matin	3
	midi	4	9	matin	7		ſoir	4
	ſoir	6		midi	4	20	matin	2
2	matin	10		ſoir	4		ſoir	3
	ſoir	11	10	matin	4	21	matin	3
3	matin	8		midi	3		ſoir	9
	midi	5		ſoir	3	22	matin	3
	ſoir	5	11	matin	3		ſoir	2
4	matin	10		ſoir	4	23	matin	4
	midi	6	12	matin	3		ſoir	3
	ſoir	0		ſoir	5	24	matin	3
5	matin	12	13	matin	4		ſoir	1
	midi	5		ſoir	7	25	matin	3
	ſoir	7	14	matin	5		ſoir	1
6	matin	6		ſoir	5	26	matin	2
	midi	3	15	matin	2		ſoir	2
	ſoir	0		ſoir	6	27	matin	0
			16	matin	4		ſoir	4

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 154 sur 651

JUILLET.

28 matin.....0	29 matin.....0	30 matin.....2
soir.....|	soir.....2	soir.....2

AOUST.	SEPTEMBRE.	OCTOBRE.	Comme l'eau étoit devenue épaisse, on l'a changé pour en mettre de nouvelle.	MARS.
1.....3	1.....0	1.....0		3.....0
2.....3	2.....0	2.....0		10.....0
3.....3	3.....0	3.....0		18.S.....4
4.....3	4.....0	4.....0	NOVEMBRE.	26.S....10
5.....0	5.....0	5.....0		
6.....4	6.....0	6.....0	7.A...14	AVRIL.
7.....3	7.....1	7.....0	13.S.....7	
8.....0	8.....8	8.....3	21.S.....8	5.S.....6
9.....4	9.....0	9.....0	28.A.....3	11.S.....3
10.....0	10.....3	10.....0		19.....0
11.....0	11.....1	11.....0	DÉCEMBRE.	MAI.
12.....0	12.....3	12.....1		
13.....0	13.....0	13.....1	5.A.....2	1.S.....6
14.....2	14.....0	14.....1	13.S.....2	8.S.....1
15.....3	15.....0	15.....0	20.A.....4	15.S.....2
16.....4	16.....1	16.....0	28.A.....2	23.A.....3
17.....2	17.....1	17.....0		31.S.....1
18.....2	18.....0	18.....0	JANVIER, 1738.	JUILLET.
19.....1	19.....4	19.....2		
20.....1	20.....0	20.....1	2.A....1	3.S.....1
21.....1	21.....0	21.....0	16.S....26	13.A.....8
22.....0	22.....2	22.....0	22.A....15	21.S.....6
23.....0	23.....0	23.....0	30.A...15	28.S.....5
24.....1	24.....0	24.....0		
25.....0	25.....2	25.....1	FÉVRIER.	AOUST.
26.....1	26.....0	26.....3		
27.....3	27.....0	27.....0	8.S.....5	5.....0
28.....0	28.....0	28.....0	16.A....5	
29.....1	29.....0	29.....0	24.A.....3	
30.....2	30.....0	30.....2		
31.....2				

On l'a retiré de l'eau ; & l'ayant essuyé, il pesoit 1 once 6 gros 5 grains, étant augmenté de 4 gros 30 $\frac{1}{2}$ grains.

§ 3. Troisieme Expérience.

Le Prisme de Provence N°. 3, pesoit dans l'air, 1 once 2 gros 48 grains; en le plongeant dans l'eau, il fallut, pour le mettre en équilibre, ajouter 71 petits poids.

Juin, 1737.			Juillet.			Juillet.		
30		16		soir	6		soir	3
	Juillet.		9	matin	3	20	matin	4
1	matin	24		midi	4		soir	4
	midi	16		soir	5	21	matin	3
	soir	11	10	matin	5		soir	4
2	matin	12		midi	2	22	matin	4
	midi	5		soir	4		soir	10
	soir	9	11	matin	4	23	matin	3
3	matin	8		midi	3		soir	3
	soir	9		soir	4	24	matin	3
4	matin	4	12	matin	3		soir	0
	midi	6		soir	4	25	matin	2
	soir	4	13	matin	4		soir	3
5	matin	17		soir	6	26	matin	0
	midi	3	14	matin	5		soir	4
	soir	6		soir	5	27	matin	3
6	matin	7	15	matin	0		soir	4
	midi	4		soir	0	28	matin	0
	soir	11	16	matin	3		soir	0
7	matin	8		soir	5	29	matin	0
	midi	4	17	matin	3		soir	2
	soir	5		soir	6	30	matin	0
8	matin	7	18	matin	3		soir	2
	midi	4		soir	4	31	matin	0
			19	matin	4		soir	0

Aoust.

1	matin	4	4	3	8	5	12	4	16	2
	soir	3	5	3	9	0	13	0	17	4
2		0	6	4	10	3	14	0	18	2
3		5	7	0	11	0	15	2	19	1

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 156 sur 651

AOUST.

20.....1
21.....0
22.....1
23.....1
24.....1
25.....2
26.....1
27.....0
28.....1
29.....0
30.....0
31.....2

SEPTEMBRE.

1.....1
2.....0
3.....1
4.....0
5.....0
6.....2
7.....0
8.....0
9.....2
10.....0
11.....1
12.....2
13.....0
14.....0
15.....0
16.....1
17.....0
18.....0
19.....3
20.....0
21.....1
22.....0
23.....1
24.....1
25.....0
26.....0
27.....0
28.....0
29.....2
30.....0

OCTOBRE.

1.....0
2.....0
3.....0
4.....0
5.....0
6.....0
7.....2
8.....0
9.....0
10.....0
11.....0
12.....0
13.....2
14.....1
15.....0
16.....0
17.....0
18.....3
19.....0
20.....0
21.....0
22.....0
23.....0
24.....0
25.....0
26.....1
27.....2
28.....3
29.....0
30.....1

Comme ce morceau de bois n'imbiboit preſque plus, on ne l'a plus peſé que tous les huit jours, & on n'a point changé l'eau.

NOVEMBRE.

7.A....3
13.A....3
21.S....1
28.A....2

DÉCEMBRE.

5.A....2
13.S....3
20.A....8
28.A....3

JANVIER, 1738.

2.A....2
16.S....6
22.S....1
30.....0

FÉVRIER.

8.A....1
16.S....3
24.....8

MARS.

3.S....3
10.S....3
18.....0
26.....0

MAI.

1.A....6
8.S....1
15.S....4
23.S....1
31.A....1

JUIN.

7.A....1
14.A....2
20.A....4
28.A....1

JUILLET.

5.S....2
13.A....2
21.....0
28.S....4

AOUST.

5.A....2

On a tiré ce Priſme de l'eau ; & après l'avoir bien eſſuyé, il peſoit 1 once 7 gros 52 grains. Ainſi il avoit aſpiré 5 gros 4 grains d'eau.

§ 4. QUATRIEME EXPÉRIENCE.

UN Priſme de bon bois de Chêne de pareilles dimenſions, peſant dans l'air 1 once 1 gros 36 grains, a été ajuſté comme les précédents à une balance hydroſtatique : il a fallu 72 dragées pour mettre le Priſme à flot. Cet ajuſtement a été fait le 31 Octobre 1737. Le 4 Novembre, il a fallu 136 dragées pour rétablir l'équilibre ainſi :

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 157 sur 651

Novembre, 1737.	20..A...3	6..A...5	16..A...9	19.....0
4..A.136	21..A...3	7..A...7	22..A...6	Mai.
5..A..16	22..A...3	8..A...6	30..A..13	1..A...7
6..A..14	23..A...7	9..A...7	Février.	8..S....3
7..A...8	24..A...5	10..A...5	8..A...0	15..A...5
8..A...8	25..A...5	11.....0	16..A...3	23..S....3
9..A...9	26..A...4	12..A...7	24..A..12	31..A...4
10..A...6	27..A...4	13..A...4	Mars.	Juin.
11..A...6	28..A...7	14..A...3	3..S....2	7..A...3
12..A...7	29..A...8	15..A...5	10..S....2	14..A...2
13..A...8	30..A...4	16..A...0	18..A..10	20..S....1
14..A..10	Décembre.	17..A...2	26..A...6	28..A...4
15..A...5	1..A...7	18..A...2	Avril.	Juillet.
16..A...5	2..A...7	26..A..23	1.....0	5..S....3
17..A...6	3..A...6	Janvier, 1738.	11..S....1	13..A...4
18..A...5	4..A...7	2..A...6		
19..A...3	5..A...6			

Le 6 Septembre on l'a tiré de l'eau ; & l'ayant bien essuyé, il pesoit 1 once 6 gros 21 grains; il s'étoit chargé de 4 gros 57 grains d'eau.

§ 5. *Cinquieme Expérience.*

Le 31 Octobre 1737, j'ai pris un Prisme de pareilles dimensions, mais de bois de la Forêt d'Orléans, choisi de bonne qualité : il pesoit 1 once 0 gros 13 grains.

Je l'ai ajusté, comme les précédents, à la balance hydrostatique : il a fallu mettre aux bras de la balance, de son côté, un poids d'environ 2 gros 35 grains pour le faire plonger. Voici son augmentation jour par jour.

Novembre, 1737.

4..A..126	10.....7	16.....6	22.....5	28.....7
5.....20	11.....8	17.....9	23.....9	29.....6
6.....15	12.....11	18.....7	24.....7	30.....5
7.....20	13.....6	19.....6	25.....6	
8.....8	14.....11	20.....8	26.....4	
9.....12	15.....8	21.....5	27.....5	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 158 sur 651

DÉCEMBRE.	11.....0	16.....3	18.S.....4	23.S....20
	12.....9	22.....16	26.S.....4	31.S.....1
1.A...12	13.....0	30.....12	AVRIL.	JUIN.
2.....15	14.....4	FÉVRIER.		
3.....2	15.....4		3.....0	8.A....40
4.....4	16.....2	8.....5	11.S.....1	14.A.....8
5.....3	17.....0	16.....9	19.....0	20.A.....3
6.....4	18.....9	24.....5	MAI.	28.A....7
7.....0	26.....21	MARS.		JUILLET.
8.....8	JANVIER,		1.A....12	
9.....5	1738.	2.S.....2	8.A.....2	5.A.....7
10.....5	2.....10	10.S.....3	15.A....24	

Le 6 Septembre 1738, on l'a tiré de l'eau ; & après l'avoir eſſuyé, il peſoit 1 once 5 gros 37 grains. Ainſi il étoit plus peſant de 5 gros 24 grains.

§ 6. SIXIEME EXPÉRIENCE.

COMME les bois, quand ils ſont imbibés à un certain point, font l'hygrometre ſous l'eau, & comme ils augmentent & diminuent de poids, j'ai voulu voir ſi ces variations ſeroient les mêmes dans l'air. Pour cela, j'ai ſuſpendu à une autre petite balance, un priſme de pareilles dimenſions qui étoit auſſi de Provence ; mais il reſta toujours dans l'air. Quand ſon poids diminuoit, j'ôtois des poids du plateau oppoſé au Priſme ; & quand le poids du Priſme augmentoit, je mettois des poids dans ce même plateau. Ainſi, quand on voit A, qui ſignifie *ajouté*, c'eſt ſigne que le poids du Priſme avoit augmenté ; & quand on voit S qui ſignifie *ſouſtrait*, c'eſt ſigne que le poids du Priſme diminuoit. Il peſoit au commencement de l'Expérience 1 once 1 gros 18 grains.

JUILLET, 1737.

8	matin.S.....3		ſoir.S.....2	11	matin.....0
	midi.S.....6	10	matin.S.....3		midi.S.....3
9	matin.S.....5		midi.S.....2		ſoir.S.....4
	midi.S.....3		ſoir.....0	12	matin.....0

JUILLET, 1737.

	midi.S.....2		soir.A.....1		soir.....0
	soir.S.....4	19	matin.A.....1	26	matin.A.....2
13	matin.....0		soir.....0		soir.....0
	midi.....0	20	matin.....2	27	matin.....0
	soir.....0		soir.....0		soir.....0
14	matin.....0	21	matin.S.....2	28	matin.A.....1
	soir.S.....2		soir.....0		soir.A.....2
15	matin.A.....3	22	matin.....0	29	matin.A.....1
	soir.A.....1		soir.....0		soir.A.....1
16	matin.S.....1	23	matin.A.....2	30	matin.A.....1
	soir.S.....5		soir.A.....1		soir.....0
17	matin.S.....7	24	matin.S.....2	31	matin.A.....1
	soir.....0		soir.....0		soir.....0
18	matin.A.....1	25	matin.S.....4		

AOUST.		23.S.....1		14.....0		6.....0		30.A.....1
		24.S.....1		15.A.....1		7.S.....3		31.....0
1	matin.S.4	25.S.....2		16.S.....1		8.....0		
2.A.....1		26.S.....1		17.....0		9.....0		NOVEMBRE.
3.A.....1		27.A.....3		18.....0		10.....0		1.....0
4.A.....1		28.A.....1		19.....0		11.S.....8		2.S.....2
5.....0		29.S.....1		20.....0		12.A.....2		3.....0
6.....0		30.A.....2		21.S.....2		13.....0		4.A.....2
7.A.....1		31.....0		22.S.....1		14.A.....1		5.S.....1
8.....0		SEPTEMBRE.		23.A.....2		15.....0		6.S.....1
9.S.....3				24.A.....1		16.A.....1		7.S.....2
10.A.....3		1.S.....2		25.A.....1		17.A.....1		8.S.....2
11.A.....1		2.S.....3		26.....0		18.A.....1		9.A.....2
12.S.....3		3.A.....1		27.S.....2		19.....0		10.A....1
13.A.....1		4.....0		28.....0		20.S.....1		11.S.....1
14.A.....1		5.....0		29.....0		21.....0		12.S.....2
15.S.....1		6.....0		30.S.....1		22.....0		13.A.....1
16.S.....1		7.A.....1		OCTOBRE.		23.....0		14.S.....2
17.S.....1		8.A.....1				24.A.....2		15.....0
18.....0		9.A.....1		1.....0		25.S.....1		16.S.....3
19.A.....2		10.A.....3		2.S.....1		26.S.....1		17.A....1
20.A.....2		11.S.....1		3.A.....3		27.....0		18.S.....1
21.A.....1		12.....1		4.A.....2		28.A.....1		19.S.....2
22.S.....1		13.....0		5.A.....2		29.A.....2		20.S.....1

NOVEMBRE.				JANVIER, 1738.							
	26.A.....1				16.A.....3		24.S....21				
	27.A.....1				22.A.....4		MARS.				
21.S.....1	28.S.....2				30.A.....9						
22.A.....2	29.A.....1			1.A.....2			3.A...20				
23.A.....1	30.S.....1			2.S.....2	FÉVRIER.		10.....0				
24.S.....4				3.A.....3	8.S....14		18.A.....3				
25.A.....3				4.S.....4	16.A.....7		26.S....15				

On a fini les Expériences le 20 Juin, & le Prisme s'est trouvé peser 1 once 1 gros 4 grains. Ainsi, son poids étoit diminué de 14 grains.

§ 7. SEPTIEME EXPÉRIENCE.

TOUTES les Expériences que j'ai rapportées jusqu'à présent, ont été faites sur du bois de Chêne assez dur : il est bon de savoir ce qui arrive au Bois de Chêne d'un tissu lâche, & que les Ouvriers appellent *bois gras*.

Je pris donc un Prisme de pareilles dimensions que les précédents; mais qui étoit comme l'on dit *gras*, & de ces bois que l'on appelle à Paris *de Hollande :* il ne pesoit dans l'air que 8 gros 63 grains.

Comme ce morceau de bois étoit beaucoup plus léger qu'un pareil volume d'eau, il fallut 3 gros 39 grains pour qu'il entrât dans l'eau.

Il étoit chargé de bouteilles d'air beaucoup plus grosses que les précédentes. Comme on le laissa quatre jours dans l'eau sans le mettre en équilibre, il fallut ajouter le 4 Novembre 163 grains.

NOVEMBRE, 1737.

5...A.19	10.....25	15.....8	20.....7	25.....8
6.....15	11.....21	16.....8	21.....6	26.....7
7.....20	12.....5	17.....9	22.....5	
8.....15	13.....5	18.....7	23.....8	
9.....13	14.....11	19.....6	24.....7	

Comme le crin qui soutenoit le Prisme étoit un peu court, je craignis qu'il n'y eût erreur, parce qu'on avoit peine à voir s'il étoit submergé ou non; je le retirai de l'eau; je l'essuyai, & y ajustai

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 161 sur 651

ajuſtai un crin plus long. Après avoir emporté le limon dont il s'étoit couvert, en le mettant dans l'eau, il s'eſt trouvé diminué de 43 grains : & on a continué l'Expérience comme il ſuit :

Novembre, 1737.	7.....0	Janvier, 1738.	10.S.....5	31.A.....3	
Le	8.....7		18.A...15	Juin.	
28.....7	9.....5	2.....24	26.A.....6		7.A....4
29.....5	10.....3	16.....57	Avril.		14.A...11
30.....7	11.....0	22.....1			20.A...57
Décembre.	12.....9	30.....13	3.A.....3		28.A...28
	13.....5	Février.	11.....0	Juillet.	
1.....2	14.....0		19.....0		5.A...18
2.....4	15.....4	8.S.....9	Mai.		13.A....20
3.....2	16.....0	16.S.....3			
4.....5	17.....0	24.A...20	1.A....10		
5.....7	18.....7	Mars.	8.S....18		
6.....3	26.....11		15.S.....5		
		3.A....6	23.A.....3		

Le 6 Septembre, on le tira de l'eau ; & l'ayant eſſuyé, il peſoit 1 once 5 gros 61 grains ; ſon poids étoit augmenté de 4 gros 70 grains.

§ 8. *Huitieme Expérience.*

Comme l'Aubier eſt un bois imparfait, que l'on peut regarder comme un bois extrêmement tendre & d'un tiſſu lâche, j'en fis faire un Priſme de pareilles dimenſions que les précédents : il ne peſoit que 6 gros 43 grains. Ce Priſme étant plus léger que pareil volume d'eau, il fallut 4 gros 7 grains pour le faire entrer dans l'eau. Après avoir reſté dans l'eau depuis le 31 Septembre juſqu'au 4 Novembre, il fallut ajouter 277 grains.

Novembre, 1737.	10.....10	17.....5	24.....4	Décembre.
5....A.23	11.....7	18.....4	25.....5	1.....12
6.....15	12.....8	19.....3	26.....7	2.....15
7.....13	13.....9	20.....6	27.....7	3.....10
8.....13	14.....11	21.....7	28.....7	4.....7
9.....13	15.....10	22.....5	29.....6	5.....6
	16.....7	23.....6	30.....10	6.....7

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 162 sur 651

DÉCEMBRE.	16.....6	FÉVRIER.	AVRIL.	JUIN.
	17.....7			
7.....8	18.....8	8.....37	11.....0	7.A....3
8.....7	26.....22	16.....14	19.....0	14.A...18
9.....9	JANVIER,	24.....80	MAI.	20.A....2
10.....6	1738.	MARS.		28.A...26
11.....11			1.A....3	JUILLET.
12.....10	2.....46	3.S....90	8.A....3	
13.....7	16.....30	10.S....70	15.A....2	5.A...26
14.....9	22.....5	18.S....3	23.A....3	13.A...20
15.....8	30.....26	26.S....2	31.A....10	

On le tira de l'eau le 6 Septembre : étant eſſuyé, il peſoit 1 once 4 gros 65 grains : ſon poids étoit augmenté de 6 gros 22 grains.

§ 9. NEUVIEME EXPÉRIENCE.

LE 18 Mars 1738, je pris un Priſme de mêmes dimenſions que les précédents, mais de bois de Chêne qu'on venoit d'abattre, & qui étoit tout rempli de ſeve. Je le couvris de poix noire le plus exactement qu'il me fut poſſible : car on ſait que la poix ne s'attache pas exactement aux corps humides. Comme mon intention étoit de connoître ſi, malgré la poix, il ſe chargeroit de l'eau dans laquelle on le mettroit flotter, je l'ajuſtai de même que les autres à une balance hydroſtatique. Il peſoit dans l'air, tout poiſſé, 1 once 6 gros 20 grains : & s'étant trouvé plus peſant que pareil volume d'eau, il fallut ajouter des petits poids dans le plateau oppoſé pour le mettre en équilibre.

A l'égard des Obſervations météorologiques, on peut conſulter l'Expérience des cylindres écorcés ou non écorcés, dans le Traité de l'*Exploitation*.

A déſigne qu'il a *augmenté* de poids, & S qu'il eſt *diminué*.

MARS.	24.....0	30.S. 1	3.S. 4	9.....0
	25.A.....2	31.S. 1	4.S. 4	10.S.....6
20.....0	26.....0	AVRIL.	5.S. 3	11.....0
21.....0	27.S. 2		6.S. 3	MAI.
22.S....13	28.....0	1.S. 5	7.A 8	
23.....0	29.....0	2.S. 4	8.A. ...7	1.A....16

MAI.	23.S....14	JUIN.	20.A...20	JUILLET.
8.A....4	31.S.....4	7.A.....7	28.A...17	5.A...26
15.S.....1		14.A...20		13.A....8

Le 6 Septembre, je le tirai de l'eau, qui n'étoit point teinte; la poix bourſouflée s'étoit en pluſieurs endroits : elle étoit caſſante; & quand on appuyoit le doigt ſur les veſſies, elles ſe rompoient par petits éclats.

Le Priſme étant eſſuyé, peſoit 1 once 6 gros 41 grains : ainſi ſon poids étoit augmenté de 21 grains, ainſi la poix n'avoit pas fait un obſtacle abſolu à l'introduction de l'eau.

§ 10. *DIXIEME EXPÉRIENCE.*

LE même jour 28 Mars 1738, on prit du même morceau de bois un pareil priſme; on le couvrit de poix : il peſoit en cet état 1 once 5 gros 4 grains. On l'ajuſta à une balance, étant deſtiné à reſter dans l'air pour voir quel obſtacle la poix feroit à l'évaporation de la ſeve.

MARS.	27.....0	4.S.....2	8.S.....4	JUILLET.
19.....0	28.....0	5.S.....1	23.S.....3	
20.....0	29.S.....2	6.S.....2	31.S.....2	5.S.....2
21.....0	30.....0	7.S.....2	JUIN.	13.S.....4
22.....0	AVRIL.	8.S.....2		21.S.....6
23.S.....1		9.A....1	7.S.....5	28.S.....7
24.S.....1	1.S.....1	10.....0	14.A....1	AOUST.
25.....0	2.S.....1	MAI.	20.S.....3	
26.S.....2	3.S.....1	1.S.....3	28.A....5	5.S.....6

Le 6 Septembre, je l'ôtai de la balance : il peſoit 1 once 4 gros 20 grains : ainſi ſon poids étoit diminué de 56 grains. La poix n'y avoit pas, à beaucoup près, fait autant de veſſies qu'à celui qui étoit dans l'eau, & elle n'avoit pas fait un obſtacle abſolu à la diſſipation de la ſeve.

J'ai fait ces Expériences neuvieme & dixieme en grand, & les réſultats ont été les mêmes; j'ai remarqué que l'eau dans laquelle trempoient les morceaux de bois couverts de poix,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 164 sur 651

avoit pris l'odeur & le goût de cette réſine : ce qui prouve qu'il s'en diſſout un peu, & ayant laiſſé très-long-temps dans l'eau des morceaux de bois couverts de poix, j'apperçus qu'elle s'étoit décompoſée par le long ſéjour qu'elle avoit fait dans l'eau, & qu'elle étoit preſque comme de la terre.

§ 11. ONZIEME EXPÉRIENCE.

LE 18 Mars 1738, je pris un Priſme de mêmes dimenſions que les précédents, mais d'un bois de Chêne très-ſec : je le couvris de poix qui s'étendit mieux que ſur le bois verd. Je l'ajuſtai à la balance hydroſtatique, comme celui de la neuvieme Expérience. Il peſoit dans l'air, étant couvert de poix, 1 once 3 gros. Je le mis tremper dans l'eau.

MARS.	26.....0	2.A.....2	MAI.	14.A...80
	27.....0	3.....0	1.A.....7	20.A...86
19.....0	28.....0	4.....0	8.A.....4	28.A...50
20.....0	29.S.....1	5.....0	15.A.....1	
21.....0	30.S.....1	6.....0	23.A.....5	JUILLET.
22.....0	31.S.....2	7.A.....1	31.A.....2	
23.....0	AVRIL.	8.A.....1		5.A...20
24.....0		9.....0	JUIN.	13.A...30
25.....0	1.S.....1	10.....0	7.A...50	

Je le tirai de l'eau le 6 Septembre 1738. La poix ne s'étoit pas bourſouflée comme aux Priſmes de bois verd, & l'eau n'avoit pas changé de couleur, quoiqu'elle ſe fût fait jour au travers de la poix.

Ce Priſme étant eſſuyé, peſoit 1 once 4 gros : ainſi ſon poids étoit augmenté d'un gros.

§ 12. DOUZIEME EXPÉRIENCE.

LE 18 Mars 1738, j'ajuſtai à une balance un Priſme de bois de Chêne ſec & couvert de poix, qui reſta dans l'air ; il peſoit, étant couvert de poix, 1 once 2 gros 56 grains.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 165 sur 651

MARS.	27.....0	4.....0	8.S.....1	JUILLET.
	28.....0	5.....0	15.S.....2	
19.....0	29.....0	6.....0	23.S.....2	5.A.....1
20.....0	30.....0	7.S.....1	31.A.....1	13.S.....1
21.....0	31.....0	8.S.....1	JUIN.	21.....0
22.....0	AVRIL.	9.S.....9		28.A.....2
23.....0		20.A....3	7.S.....3	AOUST.
24.....0	1.....0	MAI.	14.S.....1	
25.....0	2.....0		20.A.....2	2.S.....2
26.....0	3.....0	1.A.....1	28.S.....1	

Le 6 Septembre 1738, je l'ai ôté de la balance : il pesoit 1 once 2 gros 50 grains ; ainsi il n'étoit diminué que de 6 grains. Peut-être encore qu'une partie de cette diminution venoit de la poix qui s'étoit desséchée.

§ 13. *TREIZIEME EXPÉRIENCE.*

Le 18 Avril 1738, je fis tirer de terre une racine d'Orme, qui avoit quatre pouces de diametre : j'en fis faire deux Prismes de pareilles dimensions que les précédents.

N°. 1 pesoit 1 once 1 gros 14 grains.
N°. 2 pesoit 1 once 1 gros 24 grains.

On les laissa jusqu'au 6 Septembre 1738 dans un lieu sec ; & alors ils ne pesoient plus que, savoir :

N°. 1, 5 gros 58 grains, étant diminué de 3 gros 28 grains.
N°. 2, 5 gros 52 grains, étant diminué de 3 gros 44 grains.

Ils s'étoient fort retirés, de sorte qu'ils n'avoient plus que 10 lignes d'équarrissage au lieu de douze.

§ 14. *QUATORZIEME EXPÉRIENCE.*

Pour opérer sur des morceaux de bois un peu plus gros, je pris un madrier de cœur de Chêne abattu l'hiver précédent : il avoit 3 pieds de longueur, 6 pouces de largeur, & 3 pouces d'épaisseur : il pesoit le 18 Juin 1734. 29liv. 1 once 0 gros.

	livr.	onc.	gros.
Je le mis flotter dans une baignoire remplie d'eau : après y avoir resté douze heures, on le retira ; & l'ayant laissé ressuyer un quart d'heure, il pesoit	29	4	4½
Il alloit déjà au fond de l'eau par un bout : on le remit dans l'eau ; & vingt-quatre heures après l'avoir laissé ressuyer comme la premiere fois, il pesoit	29	11	0
Il n'y avoit encore qu'un de ses bouts qui tombât au fond de l'eau : douze heures après, il y entroit entiérement, & pesoit	29	12	2
Douze heures après, de même.			
Douze heures après	29	13	4
Douze heures après	30	0	0
Dix-huit heures après, de même.			
Dix-huit heures après	30	0	4
Vingt-quatre heures après	30	1	0
Vingt-quatre heures après	30	1	4
Vingt-quatre heures après	30	3	0
Vingt-quatre heures après	30	3	6
Vingt-quatre heures après	30	4	6

Ce morceau de bois qui étoit rempli de seve, n'a aspiré de l'eau de la baignoire que 1 livre 3 onces 6 gros en dix jours.

§ 15. QUINZIEME EXPÉRIENCE.

	livr.	onc.	gros.
UN madrier aussi de Chêne, & de pareilles dimensions que le précédent, mais abattu depuis deux ans, pesoit au commencement de l'Expérience	19	8	0
Après avoir resté douze heures dans l'eau de la baignoire, l'ayant laissé ressuyer comme à la treizieme Expérience, il pesoit	20	4	0
Douze heures après	20	8	0

Il n'alloit point au fond de l'eau.

	livr.	onc.	gros.
Douze heures après	20	9	0
Douze heures après	20	12	0
Douze heures après	20	14	0
Douze heures après, de même.			
Dix-huit heures après	20	15	0
Dix-huit heures après	21	2	0
Vingt-quatre heures après.	21	4	0
Vingt-quatre heures après.	21	5	4
Vingt-quatre heures après.	21	8	0
Vingt-quatre heures après.	21	9	2
Vingt-quatre heures après.	21	11	0

Il a aſpiré 2 livres 3 onces d'eau en dix jours.

Un madrier de pareilles dimenſions, abattu de l'hiver précédent, qui peſoit	25	9	0
ne peſoit plus en Octobre 1742, que	18	2	0

ARTICLE VII. *Réſumé des Expériences précédentes.*

ON VOIT par les Expériences que nous venons de rapporter :

1°, Qu'il faut un temps conſidérable pour que les bois ſoient en quelque façon raſſaſiés d'eau, ou qu'ils ſoient pénétrés de ce fluide autant qu'ils peuvent l'être ; puiſque de petits parallélipipedes de deux pouces de hauteur ſur un pouce d'équarriſſage, ont toujours augmenté de poids pendant ſix mois. Combien faudroit-il plus de temps pour qu'une groſſe poutre fût pareillement pénétrée du fluide dans lequel on la plonge ?

2°, Que quand les bois plongés dans un fluide en ſont entiérement pénétrés, ils éprouvent dans leur peſanteur des variations ſuivant les différentes températures de l'air, où ils ſont, comme je l'ai dit, l'hygrometre.

3°, Cette augmentation & cette diminution que ſouffre le poids des bois plongés dans l'eau, vient principalement de ce que les fluides contenus dans les pores du bois ſe dilatent quand

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 168 sur 651

la pesanteur de l'air diminue, & se condensent quand le poids de l'atmosphere augmente. Le poids du fluide dans lequel les bois sont plongés, augmente & diminue aussi suivant les altérations de l'air; & la pesanteur relative du poids & de l'eau variant, il s'ensuit que les bois doivent se porter vers le fond ou vers la superficie, suivant les variations.

Ce qui regarde le changement de densité du fluide, est précisément comme les petites boules de verre qu'on rend de même pesanteur que le fluide dans lequel on les plonge, & qui se portent à la superficie du fluide, ou tombent au fond, suivant les altérations de l'atmosphere : & ce qui appartient à la condensation ou à la raréfaction de l'air contenu dans les pores du bois, est comme ces petites figures d'émail qu'on fait monter ou descendre dans l'eau contenue dans une bouteille, en appuyant le pouce sur le goulot.

Après plusieurs jours où les bois avoient peu ou point changé de poids, on les a assez souvent vu augmenter subitement d'une quantité considérable. J'attribue ce fait à ce que quelques bulles d'air, fort adhérentes au bois, s'étoient d'abord gonflées, & avoient, pour cette raison, diminué le poids des parallélipipedes; & ces bulles s'étant rompues, ou s'étant détachées du bois, les parallélipipedes étoient tout d'un coup devenus plus pesants. Je soupçonne que cela arrivoit ainsi dans les bois presque completement chargés d'eau, parce que je l'ai vu sensiblement dans ceux qui étoient nouvellement plongés dans l'eau.

Les Expériences que je viens de rapporter ont été faites en 1737 & 1738. Je vais en rapporter que M. Dalibard a suivies en 1746 avec beaucoup de soin & d'application. La principale différence qui se trouve entre ses Expériences & les miennes, consiste en ce que je me suis presque toujours contenté d'observer la variation de poids de mes parallélipipedes toujours plongés dans l'eau, au lieu que M. Dalibard a toujours tiré ces bois de l'eau pour les peser dans l'air.

ARTICLE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 169 sur 651

ARTICLE VIII. *EXTRAIT d'un Mémoire de M. Dalibard, intitulé :* EXPÉRIENCES Physiques sur la Variation de pesanteur des Corps plongés dans différents liquides ; *lû à l'Académie des Sciences les 29 Janvier, 9 & 12 Février 1746* *.

M. DALIBARD entreprend de prouver dans ce Mémoire, par des Expériences suivies pendant plus d'un an, que les corps plongés dans des liquides capables de les pénétrer, éprouvent, dans leur pesanteur, des variations suivant les différentes températures de l'air. Il ne donne que les observations qu'il a faites sur des bois de différentes especes plongés dans l'eau.

Il fit couper au mois d'Avril 1744, trois branches de bois verd, savoir une de Chêne, une de Tilleul & une de Saule, de chacune desquelles il fit tirer quatre parallélipipedes de deux pouces de longueur sur un pouce quarré de base. Après avoir réduit chacun des quatre morceaux de Chêne au même poids de 677 grains, & chacun de ceux de Saule à 397 grains, il en mit deux de chaque espece dans des vases qu'il remplit d'eau, & conserva les autres dans un lieu sec.

Il fit de même tirer d'une branche du même pied de Chêne, six parallélipipedes de deux pouces de long sur un pouce de large, & deux lignes d'épaisseur. Après avoir réduit ces six morceaux de Chêne au même poids que chacun des premiers, il les mit pareillement dans un vase rempli d'eau. Il entretint toujours l'eau à la même hauteur d'environ trois pouces dans chacun de ces vases, desquels il ne retira les bois qu'une fois chaque jour, vers le lever du soleil, pour les peser. Après avoir ainsi continué de les peser tous les jours pendant treize mois & huit jours, il a donné le Journal de ses observations.

Ce Journal est partagé en huit colonnes, dont la premiere contient les jours du mois ; la seconde, les hauteurs du mercure dans le barometre ; la troisieme, les degrés du thermometre ; la quatrieme, les degrés de l'hygrometre ; la cinquieme, les

* Savants Etrangers, Tom. I. page 212.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 170 sur 651

poids des deux premiers morceaux de Chêne plongés dans l'eau, & diſtingués par les lettres *a* & *b*; la ſixieme, les poids des deux morceaux de Tilleul, auſſi diſtingués l'un de l'autre; la ſeptieme, les poids des deux morceaux de Saule encore diſtingués; & enfin la huitieme, les poids des ſix derniers morceaux de Chêne minces.

M. D. tire de ſon Journal dix Obſervations, qu'il reprend enſuite chacune en particulier pour les comparer aux changements de la température, & reconnoître ſi les variations de la peſanteur des bois plongés peuvent ſe rapporter à quelque cauſe Phyſique.

1°, Les bois plongés dans l'eau ont augmenté de peſanteur par l'introduction de l'eau dans l'intérieur du bois, ce qu'on appelle *imbibition*, & la quantité d'eau introduite eſt une addition à la peſanteur abſolue du bois.

2°, L'augmentation de peſanteur eſt plus conſidérable dans les premiers jours que dans les jours ſuivants. Les degrés de l'imbibition vont en décroiſſant depuis le moment où le bois eſt plongé dans l'eau, juſqu'à ce qu'il en ait pris autant qu'il peut en contenir dans ſes pores. M. D. appelle *imbibition parfaite*, non pas la plus grande peſanteur, mais l'état moyen où ſe trouve le bois entre l'augmentation & la diminution journaliere de ſon poids: cette augmentation journaliere ne ſuit aucune regle.

3°, L'augmentation de peſanteur n'eſt pas uniformément décroiſſante: quelquefois elle eſt plus grande, & quelquefois moindre, ſuivant les changements de la température.

4°, Le Chêne eſt plutôt parvenu à l'imbibition parfaite que les deux autres eſpeces de bois, & le Tilleul plutôt que le Saule. Cette Expérience eſt d'autant plus ſurprenante qu'elle eſt oppoſée au ſentiment qui ſe préſente naturellement. M. Dalibard, pour rendre raiſon de ce fait, propoſe une opinion fort vraiſemblable. Il regarde le Chêne comme compoſé de fibres qui laiſſent entr'elles des cavités plus directes & plus ouvertes que celles des bois mous. Ceux-ci, au contraire, ſont, ſelon lui, un tiſſu de fibres tortueuſes, qui laiſſent entr'elles une infinité de cellules dont l'entrée eſt extrêmement étroite. Suivant cet arrangement, l'eau a plus de facilité à pénétrer le Chêne que les

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 171 sur 651

bois mous. M. D. compare les cavités de ces derniers à celle d'un ballon. On éleve, dit-il, un poids très-pesant appuyé sur un ballon vuide, en enflant celui-ci; & on l'éleve d'autant plus facilement, mais plus lentement, que le trou du ballon par lequel on souffle est plus petit. La force du ballon est donc inversement proportionelle à l'ouverture de son orifice; elle l'est pareillement dans les bois mous, comme M. D. le prouve par leur effet dans la méthode usitée pour détacher les pierres meulieres de leurs carrieres.

5°, Les bois les plus mous ont plus augmenté de poids par l'imbibition que les plus durs. Le Chêne a augmenté d'environ un sixieme, le Tilleul de plus d'un demi, & le Saule de près de sept huitiemes. Ces grandes différences viennent de la dureté ou de la mollesse des fibres, de leur roideur ou de leur flexibilité, & de la quantité des espaces vuides qui se trouvent dans l'intérieur du bois, & qui se rempliſſent par l'imbibition.

6°, Les deux morceaux de bois de chaque espece ont pris l'un plus & l'autre moins d'augmentation dans leur poids. Cette inégalité peut venir de deux causes; la premiere, de ce que l'un étoit d'un tissu plus serré & plus plein que l'autre, & la seconde, de ce que l'un avoit plus perdu que l'autre par la transpiration insensible pendant qu'on les a travaillés.

7°, Tous les bois plongés ont été plus pesants pendant l'été que pendant l'hiver. Cette observation paroît d'abord opposée à la regle générale, savoir que les corps sont plus dilatés dans la chaleur que dans le froid, parce que les particules d'air renfermées dans leur intérieur sont plus raréfiées; M. D. croit que l'excès de pesanteur du bois plongé pendant l'été, vient, non de la chaleur, qui auroit dû produire un effet tout contraire, mais de la substance même du bois, dont il a remarqué qu'une partie s'est dissoute dans l'eau pendant tout le premier été. Il fait observer que cette substance dissoute étoit plus pesante que le volume d'eau, qui, en la dissolvant, s'est mis à sa place dans l'intérieur du bois, puisque cette substance étant sortie, s'est précipitée au fond de l'eau. D'ailleurs il appuie son sentiment sur ce que les bois plongés ont été moins pesants dans l'été de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 172 sur 651

1745, qu'ils ne l'avoient été même dans l'hiver précédent.

Il reſte toujours conſtant que le bois, même plongé dans l'eau, eſt plus peſant dans un temps froid que dans un temps chaud. Il faut cependant excepter de cette regle les temps de forte gelée. Quand l'eau vient à ſe glacer entiérement, le bois qui y eſt plongé diminue conſidérablement de peſanteur, & d'autant plus que la gelée eſt plus forte. Dans ce cas, le froid reſſerre les fibres ligneuſes; & en les faiſant rapprocher les unes des autres, il les oblige à chaſſer une partie de la liqueur qui en occupoit les intervalles. Plus la contraction de ces fibres eſt violente, plus eſt grande la quantité d'eau chaſſée hors du corps plongé. Cela eſt prouvé par pluſieurs Expériences rapportées dans le Mémoire de M. D.

8°, Après une forte gelée, le bois qui avoit conſidérablement diminué de poids, revient peu à peu à la même peſanteur qu'il avoit eu avant la gelée. Le relâchement des fibres ligneuſes, qui avoient été contractées par la gelée, ne ſe fait pas auſſi promptement lors du dégel que la contraction s'en étoit faite par la gelée. Il ſuit delà que le bois emploie plus de temps à reprendre ce qu'il avoit perdu, qu'il n'en avoit mis à le perdre.

9°. Tous les bois, après leur premiere & principale imbibition, ont conſtamment augmenté ou diminué de poids d'un jour à l'autre, tantôt tous enſemble, & tantôt ſéparément. M. D. regarde cette obſervation comme la plus importante de ſon Mémoire, parce que c'eſt cette variation qu'il avoit en vue de découvrir.

Après s'être aſſuré du fait par des Expériences ſuivies avec exactitude pendant plus d'un an, il avoue qu'il eſt difficile de déterminer quelles ſont les cauſes & les loix de ces variations journalieres. Elles lui paroiſſent ſuivre les changemens de la température qui agiſſent ſouvent en ſens contraire. Il a remarqué ci-devant que la chaleur & le froid contribuent peu ſenſiblement aux variations de peſanteur des bois plongés dans l'eau, ſi ce n'eſt dans des températures éloignées, comme de la chaleur de l'été au froid de l'hiver, ou lorſqu'il ſuccede ſubitement une forte gelée à un froid modéré. Ainſi l'effet de la chaleur

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 173 sur 651

& du froid eſt peu ſenſible d'un jour à l'autre.

Il n'en eſt pas de même des changements de la gravité de l'air; ils cauſent des variations bien ſenſibles dans la peſanteur du bois plongé dans l'eau. L'Auteur de ce Mémoire, après avoir indiqué les jours où ces variations ſont les plus ſenſibles dans ſon Journal, remarque que l'aſcenſion du Mercure dans le barometre eſt preſque toujours ſuivie de l'augmentation de peſanteur des bois plongés, & que la deſcente du Mercure eſt preſque toujours ſuivie de la diminution de cette peſanteur.

A l'égard des effets de l'humidité & de la ſéchereſſe, M. D. après avoir obſervé & cité les jours où l'hygrometre a le plus varié, en conclut que les bois plongés dans l'eau augmentent ordinairement de poids dans la ſéchereſſe, & diminuent dans l'humidité. Sur quoi il fait remarquer que l'impreſſion de l'humidité n'eſt pas toujours d'auſſi longue durée ſur les bois plongés que ſur l'hygrometre. C'eſt delà qu'il arrive quelquefois, ſuivant M. D. que les bois augmentent de poids quand l'hygrometre ſemble encore annoncer le contraire. J'ajouterai que l'hygrometre n'indique ordinairement l'humidité de l'air que quand elle a ſubſiſté un certain temps, parce qu'il faut du temps pour que cette humidité pénetre les corps ſpongieux qui font les hygrometres. Il faut auſſi du temps pour que ces corps ſpongieux ſe deſſechent : c'eſt pourquoi les hygrometres marquent encore de l'humidité quand l'air eſt devenu ſec.

M. D. a remarqué qu'il arrive auſſi quelquefois que les bois éprouvent de la variation dans leur peſanteur, ſans que les trois inſtruments en marquent aucune dans la température de l'air. Quand cette variation eſt conſidérable & générale dans tous les bois, elle annonce un changement de temps preſque certain; mais ce cas eſt très-rare. La variation des bois ſuit plus fréquemment le changement de temps, qu'elle ne le précede. Elle le ſuit même ſouvent de fort loin, & c'eſt une des plus grandes difficultés pour ſavoir à quel changement de température ſe rapporte telle ou telle variation. D'après ce que je viens de dire des hygrometres, ſi l'on regarde les bois comme de vrais hygrometres, les phénomenes obſervés s'expliqueront très-naturellement.

Enfin les variations du bois plongé ſuivent celles de l'air & qui ſe manifeſtent dans l'atmoſphere : en général plus cet air eſt peſant, ſec & froid, plus le bois gagne de poids ; plus l'air perd de ſa gravité, acquiert d'humidité & devient chaud, plus le bois perd de ſa peſanteur : & quand ces propriétés de l'air agiſſent en ſens contraire, le bois plongé cede à l'impreſſion la plus forte.

Malgré la quantité de preuves que M. D. peut tirer de ſon Journal pour appuyer toutes ces viciſſitudes d'augmentation & de diminution du bois plongé, il convient qu'il n'eſt pas poſſible d'établir ſur ce ſujet aucune regle ſans exception. Il y a des jours où quelques-uns des bois ont varié différemment de ce que la température annonçoit ; d'autres fois il eſt arrivé que de deux morceaux de bois de la même eſpece, & plongés dans le même vaſe, l'un a augmenté de poids, pendant que l'autre a diminué. M. Dalibard prétend que ces cas, qui ſont très-rares, ne doivent point empêcher de s'en tenir à ce qu'il a avancé : & ſon ſentiment s'approche fort de ce que j'ai dit plus haut à l'occaſion de mes Expériences.

L'air, dit-il, preſſe la ſuperficie de l'eau, comme il preſſe la ſuperficie du mercure contenu dans le tuyau du barometre, c'eſt-à-dire, avec toute la peſanteur de l'atmoſphere. S'il devient plus peſant, il oblige l'eau à entrer en plus grande quantité dans les pores du bois, en comprimant les particules d'air qui y ſont renfermées, comme il force le mercure à monter dans le tube du barometre. Si, au contraire, l'air de l'atmoſphere perd de ſa gravité, l'eau eſt repouſſée de l'intérieur du bois par le reſſort des fibres ligneuſes, & par la dilatation des particules d'air renfermées dans leurs intervalles. C'eſt ainſi que la variation de peſanteur du bois plongé eſt cauſée par la gravité plus ou moins grande de l'air de l'atmoſphere.

Pour ce qui eſt des effets de la ſéchereſſe & de l'humidité, M. D. croit qu'ils ſont à peu près les mêmes que ceux de la gravité de l'air. Il remarque ſeulement que l'air éprouve à chaque inſtant, dans ſa gravité, des variations qui ne ſont pas apparentes ſur le barometre, mais qui le ſont ſur l'hygrometre & ſur le bois plongé dans l'eau. Cela ſe prouve par l'exemple des orages &

des brouillards, qui, ſans faire varier le barometre, produiſent un effet bien ſenſible ſur l'hygrometre*. C'eſt delà qu'il juge que, quoique les variations du bois plongé ſemblent ſuivre celles de l'hygrometre, elles ne ſuivent cependant que celles du barometre. Ainſi, l'air ne lui paroît agir ſur les bois plongés dans l'eau, qu'en vertu de ſa gravité & de ſa chaleur; s'il agit ſur eux en vertu de ſon humidité ou de ſa ſéchereſſe, M. D. croit que ce n'eſt que relativement à ſa gravité, qui en reçoit quelque altération.

Pour les cas d'exception dont il a été parlé, M. D. dit 1°, Que les bois plongés ne ſuivent point le changement de la température, quand il n'eſt pas d'aſſez longue durée; ce qu'il prouve par une obſervation convainquante rapportée à la fin de ce Mémoire. 2°, Que quand la peſanteur diminue dans quelques-uns des morceaux de bois, tandis qu'elle augmente dans les autres, cela vient de ce que n'étant pas iſochrones dans leurs variations, l'un en commence une nouvelle, pendant que l'autre ne fait qu'achever la derniere; ainſi ces exceptions ne peuvent point tirer à conſéquence.

10°, Enfin les ſix derniers morceaux de Chêne minces ont été bien plutôt imbibés, & ont pris plus d'augmentation dans leur peſanteur que chacun des deux premiers morceaux du même bois. La durée de l'imbibition de tous ces bois s'eſt trouvée, à peu de choſe près, réciproquement proportionnelle à l'étendue de leurs ſurfaces, comme nous avons fait voir que le deſſéchement des bois eſt à peu près proportionnel aux ſurfaces.

Ces ſix derniers morceaux de Chêne ont éprouvé les mêmes variations que les autres, & ſuivant les mêmes loix; mais 1°, ils ont ſubi les variations plutôt que les autres; 2°, ils en ont éprouvé qui n'ont point du tout été ſenſibles ſur les autres: cela vient de la différence des ſurfaces & des épaiſſeurs: 3°, ils ont plus augmenté de poids au total, que chacun des deux premiers de même eſpece. La différence de ces peſanteurs peut venir de deux cauſes: ou de la différence des ſurfaces, ſe trou-

* On a fait des Barometres à aiguille qui ſont ſi ſenſibles, qu'un nuage qui paſſe fait varier l'élévation du mercure; mais M. Dalibard s'eſt ſervi des Barometres ordinaires.

vant trois fois autant de fibres découvertes dans ces ſix derniers que dans chacun des deux premiers ; ou du temps qui a été employé à travailler la regle dont ces ſix derniers ont été tirés, pendant lequel temps ils ont perdu davantage par la tranſpiration inſenſible.

Après toutes ces obſervations, M. D. pour avoir une entiere confirmation de l'effet de la chaleur & du froid ſur les bois plongés dans l'eau, a imaginé de mettre dans la glace, & enſuite dans l'eau bouillante, les vaſes qui les contenoient. Il a trouvé que tous les bois ont augmenté de poids dans la glace, & qu'ils ont tous diminué conſidérablement dans l'eau bouillante. Il fait enſuite ſur cela deux remarques importantes.

1°, Comme le bois de Saule ne répara qu'en deux jours la perte qu'il avoit faite dans l'eau bouillante, pendant que les autres bois avoient réparé la leur en un jour, il en réſulte que l'imbibition du Saule eſt plus long-temps à s'achever que celle des autres eſpeces de bois.

2°, L'effet de la chaleur & du froid ſur le bois plongé dans l'eau, ſe trouve pleinement confirmé. Il reſte toujours conſtant que le bois dans l'eau doit être plus peſant en hiver qu'en été ; par conſéquent ce n'eſt point la chaleur qui avoit rendu le bois plus peſant dans l'été de 1744, qu'il ne l'a été dans l'hiver ſuivant.

Voulant enſuite comparer l'effet de l'imbibition ſur les bois plongés dans l'eau avec l'effet du deſſéchement ſur ceux de même eſpece qui avoient été gardés dans un lieu ſec, M. D. a mis tous ces bois dans un four qu'il avoit fait chauffer exprès, comme pour cuire le pain. Après les y avoir laiſſés deux heures entieres, il les peſa promptement. Les bois qui avoient été imbibés pendant vingt & un mois, avoient beaucoup plus perdu dans cette deſſiccation forcée que les bois neufs, comme l'Auteur de ce Mémoire s'y étoit attendu. Cette obſervation donne lieu à deux remarques importantes ; l'une ſur ce qui a été avancé précédemment, que les bois avoient perdu de leur propre ſubſtance dans l'imbibition ; & l'autre ſur les raiſons qui doivent faire préférer le bois neuf au bois flotté. Nous rapporterons dans la ſuite quantité d'Expériences faites en grand, qui prouvent la même choſe.

La

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 177 sur 651

La premiere remarque confirme la raiſon qui a été donnée ſur l'excès de peſanteur des bois dans l'eau pendant l'été de 1744.

La ſeconde eſt que le Chêne flotté contient au moins un ſeizieme de bois moins que le Chêne qui n'a point été mis dans l'eau. Il s'en faut beaucoup que M. Dalibard regarde cette raiſon comme la ſeule qui doive faire préférer le bois neuf au bois flotté. Il en rapporte pluſieurs autres qui tendent au même but, comme l'épuiſement des ſels & des huiles cauſé par la deſſiccation forcée qu'il n'a pas pû évaluer, le peu de valeur de la cendre du bois flotté, &c; d'où il conclut qu'il n'a fait cette évaluation que ſur le moindre pied, en rapportant ce qui ne s'eſt rencontré que comme par hazard ſur ſon chemin.

Enfin l'Auteur trouve que le Chêne a pris dans l'imbibition environ les deux cinquiemes de ce qu'il a perdu dans la deſſiccation; le Tilleul a gagné à peu près autant qu'il a perdu, & le Saule a gagné environ trois cinquiemes en ſus de ce qu'il a perdu. L'effet de la deſſiccation du Chêne n'a été ſi conſidérable, que parce que c'étoit de l'Aubier.

M. Dalibard rend compte, après cela, de quelques particularités qu'il a remarquées en faiſant toutes les obſervations dont nous venons de parler. 1°, Trois jours après qu'il eut mis ſes bois dans l'eau, il apperçut à chaque bout des morceaux de Tilleul une ſubſtance mucilagineuſe qui lui parut ſortir de la moëlle. Il ne doute point que ce ne fût la ſeve qui ſortoit de l'intérieur du bois à meſure que l'eau commençoit à y pénétrer. Quoiqu'il n'ait rien paru de ſemblable aux morceaux de Chêne & de Saule, il n'eſt pas douteux qu'il n'en ſoit auſſi ſorti une bonne quantité de ſubſtance, qui n'a manqué d'être apperçue que parce qu'elle s'eſt en même-temps diſſoute dans l'eau.

2°, Les morceaux de Tilleul & de Saule ſe ſont trouvés en équilibre avec l'eau, quoiqu'ils n'euſſent pas la même peſanteur. Il y avoit 16 à 17 grains de différence entre les deux premiers, & 2 grains entre les derniers. Cela prouve évidemment que ces morceaux contenoient plus de bois les uns que les autres, ſous le même volume.

3°, Les eaux dans leſquelles les bois étoient plongés, ſe

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 178 sur 651

ſont corrompues en croupiſſant, mais dans des temps inégaux. Celle du Chêne a commencé la premiere à ſentir mauvais, enſuite celle du Tilleul, & enfin celle du Saule. Il eſt évident, par cette obſervation, que le Saule contribue moins à infecter l'eau que le Chêne & le Tilleul.

4°, Il s'eſt formé ſur l'eau où étoit le Tilleul, une pellicule blanchâtre & tranſparente qui s'eſt diſſipée au bout de deux jours. Il en a paru une nouvelle dix jours après, mais beaucoup plus fine, qui n'a duré qu'un jour. Il n'eſt pas douteux que ces deux pellicules ſe ſont formées de la ſubſtance mucilagineuſe dont il a été parlé ci-devant.

5°, Il s'eſt de même formé une pellicule de couleur de rouille ſur l'eau où étoit le Chêne. Toutes ces pellicules qui n'ont pas duré long-temps, & qui, en ſe diſſipant, ont rendu les eaux fort troubles, prouvent que les bois ont perdu beaucoup de leur ſubſtance par la diſſolution dans l'eau.

6°, M. D. en faiſant ces Expériences, a remarqué qu'un jour le mercure du barometre, qui étoit le matin à 28 pouces, étant deſcendu deux heures après à 27 pouces 6 lignes, y reſta juſqu'au ſoir, & qu'il plut tout le reſte de la journée. Ayant eu la curioſité de peſer ſes bois l'après-midi de ce jour-là, il ne trouva aucune variation dans leurs peſanteurs, ni même le lendemain, quoique l'hygrometre eût eu dans cet intervalle une variation de vingt & un degrés ; il n'y eut que les ſix morceaux de Chêne minces dont le poids ſe trouva le jour ſuivant diminué de trois grains. On ne peut attribuer le défaut de variation des autres bois, qu'au peu de durée du changement de la température. La diminution de peſanteur ne peut ſe faire que lentement. Il faut un temps proportionné à l'épaiſſeur des ſolides pour déterminer le reſſort des fibres ligneuſes à chaſſer la quantité d'eau ſurabondante dans le bois. C'eſt un hygrometre qui agit d'autant plus lentement, que le parallélipipede a plus d'épaiſſeur. M. D. regarde avec raiſon ce retardement, ou ce défaut de variation dans les bois d'une certaine épaiſſeur, comme le plus grand obſtacle à ſurmonter pour déterminer au juſte les loix que ſuivent les variations des corps plongés.

Toutes les Expériences que je viens de rapporter, tant les miennes que celles de M. Dalibard, ont été faites dans l'eau douce. Dans la ſuite, nous en rapporterons qui ont été faites dans l'eau de la mer.

CHAPITRE IV.

Expériences exécutées pour parvenir à reconnoître la différente qualité des Bois par leur imbibition & leur deſſéchement.

Je me suis propoſé de m'aſſurer ſi l'on pouvoit reconnoître la différente qualité des bois par leur imbibition & leur deſſéchement, & de ſavoir ſi l'eau emporte beaucoup de leur ſubſtance. Comme les bois ſont fort long-temps à ſe pénétrer d'eau, dans la vue de précipiter leur imbibition, on les a fait bouillir, & enſuite tremper pluſieurs jours, dans de l'eau; & afin de précipiter auſſi leur deſſéchement, on les a mis dans une étuve échauffée à près de 30 degrés du thermometre de M. de Réaumur, où on les a laiſſés pendant dix à douze jours.

Article I. *Premiere ſuite d'Expériences faites ſur des Barreaux de bois de différentes eſpeces, ou de différentes qualités.*

Toutes ces Expériences ont été faites ſur des barreaux de différentes eſpeces de bois, ou de la même eſpece de bois, mais de différente qualité. Ils avoient tous deux pieds de longueur, dix lignes d'épaiſſeur & vingt lignes de largeur, calibrées le plus exactement qu'il a été poſſible; ainſi chaque barreau faiſoit un ſolide de 57600 lignes cubes: & afin de parvenir à une plus grande exactitude, on donne ici un réſultat

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 180 sur 651

moyen, pris de pluſieurs Expériences faites ſur chaque eſpece de bois.

Je vais détailler exactement la marche de la premiere Expérience; & comme toutes les autres ont été faites ſur le même plan, je les expoſerai d'une façon beaucoup plus abrégée.

I. BARREAU de bois de Chêne abattu & débité en planches depuis 60 ou 80 ans, excellent bois, liant, très-dur & fort ſec.

Ce Barreau débité comme il a été dit, peſoit 1 liv. 3 onces 2 gros, ou 154 gros.

Quoique ce bois parût fort ſec, on le mit paſſer trois jours dans l'étuve: après ce temps ſon poids ſe trouva diminué de $3\frac{1}{2}$ gros.

On le mit paſſer ſix jours dans une ſalle, où il reprit ſon premier poids.

On le mit bouillir & tremper pluſieurs jours dans de l'eau: au ſortir de l'eau, ayant été eſſuyé, il peſoit 1 liv. 10 onc. 4 gros, ou 212 gros: augmenté de 58.

On le remit paſſer huit à dix jours dans l'étuve: au ſortir, il peſoit 1 liv. 1 onc. $4\frac{1}{2}$ gros, ou $140\frac{1}{2}$ gros: diminué de $13\frac{1}{2}$ gr.

On le remit bouillir & tremper dans l'eau: après y avoir reſté pluſieurs jours, il peſoit 1 liv. 11 onces $1\frac{1}{2}$ gros, ou 217 gros $\frac{1}{2}$: c'eſt-à-dire, $5\frac{1}{2}$ gros plus que la premiere fois.

On le remit pour la troiſieme fois dans l'étuve, où il paſſa 8 à 10 jours; & ſon poids fut réduit à 1 liv. 6 gros, ou 134 gros. Il avoit perdu 20 gros de ſon premier poids.

On voit par cette Expérience: 1°, Que le bois, en bouillant, s'eſt chargé d'une plus grande quantité d'eau la ſeconde fois que la premiere. 2°, Que toutes les fois qu'on le fait ſécher après l'avoir pénétré d'eau, il perd toujours de ſon premier poids: celui-ci a perdu près d'un huitieme. 3°, Enfin, que les bois les plus ſecs perdent de leur humidité quand on les tient quelque temps dans une étuve échauffée à trente degrés; mais enſuite ils ſe chargent de l'humidité de l'air, & reviennent à leur premier poids: ainſi ils font l'hygrometre.

Ces mêmes vérités ſeront prouvées par les autres barreaux;

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 181 sur 651

mais les quantités varieront ſuivant les différentes eſpeces de bois, & même ſuivant leur différente qualité.

II. Barreau. Comme le bois du premier étoit très-vieux, quoique de fort bonne qualité, j'ai cru qu'il étoit à propos de ſoumettre à la même épreuve un barreau de Chêne, bien ſec, de bonne qualité, mais qui n'étoit abattu que depuis dix ans.

Il peſoit 1 livre 2 onces $\frac{1}{2}$ gros, ou 144 $\frac{1}{2}$ gros.

Celui-ci, quoique moins vieux que le précédent, étoit plus léger de 9 $\frac{1}{2}$ gros. Il a perdu 3 $\frac{1}{2}$ gros dans l'étuve; il a repris 1 gros dans la ſalle baſſe, tout comme le Barreau précédent.

Mis à l'eau, lorſqu'il en ſortit, il peſoit 1 livre 8 onces 2 $\frac{1}{2}$ gros, ou 194 $\frac{1}{2}$ gros : augmenté de 50.

Remis à l'étuve, lorſqu'il en ſortit pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 3 gros, ou 131 gros : diminué du premier poids de 12 $\frac{1}{2}$ gros.

Remis à l'eau, lorſqu'on l'en tira pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 5 onces 6 gros, ou 174 gros : augmenté du premier poids de 29 $\frac{1}{2}$ gros.

Au ſortir de l'étuve pour la troiſieme fois, il peſoit 1 livre 1 $\frac{1}{2}$ gros, ou 129 $\frac{1}{2}$ gros.

Il a perdu 15 gros ou près d'un dixieme de ſon premier poids.

III. Barreau. Il étoit auſſi de dix ans d'abattage; mais la piece dont on l'a tiré, avoit paſſé quatre mois dans l'eau. Je m'étois propoſé d'examiner ſi cette circonſtance feroit une différence remarquable; on verra qu'elle a peu changé la nature du bois, & qu'un bois qui n'a ſéjourné dans une eau dormante que trois ou quatre mois ſans en avoir été tiré, n'a point ſouffert d'altération ſenſible. Au reſte, il étoit fort ſec, & peſoit 1 livre 2 onces 1 gros, ou 145 gros.

Ayant reſté quatre jours dans l'étuve, ſon poids a diminué de 2 $\frac{1}{2}$ gros; & il a repris ſon premier poids, après avoir reſté ſix jours dans une ſalle baſſe.

Ayant bouilli & trempé dans l'eau, il peſoit 1 liv. 7 onces 7 gros, ou 191 gros : augmenté de 46 gros, ou 5 onces 6 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 182 sur 651

Au ſortir de l'étuve pour la ſeconde fois, il ne peſoit plus que 1 livre 4 gros, ou 132 gros : c'eſt 13 gros de diminution de ſon premier poids, & 7 onces 3 gros de ce qu'il peſoit au ſortir de l'eau.

En ſortant de l'eau pour la ſeconde fois, il peſoit 1 liv. 8 onc. 8 ½ gros, ou 200 ½ gros : augmenté de 55 ½ gros, 9 ½ gros de plus que la premiere fois qu'il avoit été mis dans l'eau.

Lorſqu'il fut tiré de l'étuve pour la troiſieme fois, il ne peſoit plus que 15 onces 2 gros, ou 122 gros.

Il a perdu 23 gros, ou plus d'un ſixieme.

IV. BARREAU. Ayant employé juſqu'à préſent du bois fort, j'ai voulu voir ce qui arriveroit à du bois gras : pour cela j'ai pris de ce bois qu'on emploie pour les belles Menuiſeries, & qui eſt connu ſous le nom de *Bois de Hollande* ou *de Voſges*; au reſte il étoit bon dans ſon genre.

Il ne peſoit que 11 onces 7 ½ gros, ou 95 ½ gros.

Il a perdu 1 once dans l'étuve, & il a repris ſon premier poids dans la ſalle baſſe.

Au ſortir de l'eau, il peſoit 1 livre 8 ½ gros, ou 136 ½ gros : ainſi il s'étoit chargé de 41 gros d'eau.

En ſortant de l'étuve pour la ſeconde fois, il peſoit 11 onces ou 88 gros : il a perdu 7 ½ gros de ſon premier poids.

En ſortant de l'eau pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 2 onces 5 gros, ou 149 gros : ainſi il avoit aſpiré 53 ½ gros, ou 6 onces 5 ½ gros d'eau.

Enfin, en ſortant pour la troiſieme fois de l'étuve, il ne peſoit plus que 10 onces, ou 80 gros.

Il a perdu 15 ½ gros, ou plus d'un ſixieme de ſon premier poids.

V. BARREAU. Après avoir fait les Expériences que je viens de rapporter ſur le bois de Chêne choiſi de différente qualité, j'ai cru devoir les étendre ſur différentes eſpeces de bois. Le Barreau dont il s'agit, a été pris dans une bille d'Orme à grande feuille, abattu depuis ſix ans : il peſoit 1 liv. 1 once 1 ½ gros, ou 137 ½ gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 183 sur 651

Il étoit donc plus léger que les Barreaux de bon Chêne; mais il pesoit davantage que le Chêne dit de Hollande.

L'ayant mis passer six jours dans l'étuve, il perdit sept gros de son poids. Dans la salle basse, il ne reprit que 2 ½ gros d'humidité.

Au sortir de l'eau, il pesoit 1 livre 10 onces 1 ½ gros, ou 209 ½ gros : ainsi il avoit aspiré 72 gros d'eau.

Au sortir de l'étuve pour la seconde fois, il ne pesoit plus qu'une livre, ou 128 gros, & avoit perdu 9 ½ gros de son premier poids.

En sortant de l'eau pour la seconde fois, il pesoit 1 livre 11 onces 6 ½ gros, ou 222 ½ gros : ainsi il avoit aspiré 85 gros, ou 10 onces 5 gros d'eau.

Au sortir de l'étuve pour la troisieme fois, il ne pesoit plus que 15 onces 2 gros, ou 122 gros.

Il avoit perdu de son premier poids 15 ½ gros, ou 1 once 7 ½ gros.

VI. Barreau. Il étoit de Hêtre, vieux & fort sec; il pesoit 1 livre 1 once 6 gros, ou 142 gros.

Ayant passé quelques jours à l'étuve, son poids a diminué de 5 gros ; & il a repris son premier poids dans la salle basse.

Au sortir de l'eau, il pesoit 1 livre 14 onces 1 ¾ gros ou 241 gros ¾, son poids étant augmenté de 99 ¾ gros.

Au sortir de l'étuve pour la seconde fois, il ne pesoit plus que 1 livre 3 ½ gros ou 131 ½ gros : diminué de 10 ½ gros.

Au sortir de l'eau pour la seconde fois, il pesoit 1 liv. 14 onc. 7 ½ gros, ou 247 ½ gros ; s'étant chargé de 105 ½ gros d'eau.

Au sortir de l'étuve pour la troisieme fois, il ne pesoit plus que 15 onces 6 gros, ou 126 gros.

Il avoit perdu 16 gros, ou près d'un neuvieme.

VII. Barreau. Il étoit pris dans un jeune Noyer abattu depuis 3 ou 4 ans : il pesoit 13 onces 6 gros, ou 110 gros.

Mis dans l'étuve, son poids diminua de 4 gros; & ayant séjourné dans la salle basse, il augmenta de 5 ½ gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 184 sur 651

Au ſortir de l'eau, il peſoit 1 livre 14 onces 4 gros, ou 244 gros : augmenté de 134 gros.

En ſortant de l'étuve pour la ſeconde fois, il peſoit 12 onces 5 ½ gros, ou 101 ½ gros : diminué de 8 ½ gros.

Etant tiré de l'eau pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 14 onces 2 gros, ou 242 gros : augmenté de 132 gros.

Enfin, ſortant de l'étuve pour la troiſieme fois, il ne peſoit que 12 onces ½ gros, ou 96 gros ½.

Il avoit perdu 13 ½ gros, ou près d'un huitieme de ſon premier poids.

VIII. BARREAU de bois de Tilleul de Forêt bien ſec. Il peſoit 11 onces 4 ½ gros, ou 92 ½ gros.

Il diminua de 3 gros à l'étuve, & il reprit 2 ½ gros dans la ſalle baſſe.

Au ſortir de l'eau, il peſoit 1 livre 12 onces 2 gros, ou 226 gros : augmenté de 133 ½ gros.

En ſortant de l'étuve pour la ſeconde fois, il ne peſoit que 10 onces 5 ¼ gros, ou 85 gros ¼ : diminué de 7 ¼ gros.

Au ſortir de l'eau pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 12 onces 5 gros, ou 229 gros : augmenté de 136 ½ gros.

Enfin, en ſortant de l'étuve pour la troiſieme fois, il ne peſoit que 10 onces 5 gros, ou 85 gros.

Il avoit perdu 7 ½ gros, ou un peu plus d'un treizieme.

IX. BARREAU de Sapin bien ſec & peu réſineux. Il peſoit 10 onces 6 ¾ gros, ou 86 ¾ gros.

Il perdit 4 gros de ſon poids à l'étuve, & il ne reprit dans la ſalle baſſe que 3 ½ gros.

Au ſortir de l'eau, il peſoit 1 liv. 4 onces 1 ½ gros, ou 161 ½ gros : augmenté de 74 ¾ gros.

En le tirant de l'étuve pour la ſeconde fois, il ne peſoit plus que 9 onces 7 gros : diminué de 7 ¾ gros.

Au ſortir de l'eau pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 7 onces 7 gros, ou 191 gros : augmenté de 124 ¼ gros.

Enfin, en le tirant de l'étuve pour la troiſieme fois, il ne peſoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 185 sur 651

pesoit plus que 9 onces 4 ½ gros, ou 76 ½ gros.
Il avoit perdu de son premier poids 10 ¼ gros, ou un neuvieme.

X. Barreau pris dans une grosse bille de bois d'Aulne de huit mois d'abattage. Il pesoit 13 onc. 6 ¾ gros, ou 110 ¾ gros.
Il perdit à l'étuve 1 once 6 gros de son poids, & n'en reprit dans la salle basse que 4 gros.
Au sortir de l'eau, il pesoit 1 liv. 9 onces 5 ½ gros, ou 205 ½ gros: augmenté de 94 ¾ gros.
En sortant de l'étuve pour la seconde fois, il se trouva réduit à 11 onces 6 gros, ou 94 gros: diminué de 16 ¾ gros.
Celui-ci a perdu environ ⅐ de son premier poids.

XI. Barreau pris dans une grosse bûche de Genévrier abattu depuis plus de 60 ans. Il pesoit 12 onces 1 gros, ou 97 gros.
Il perdit 3 gros de ce poids à l'étuve, & il ne reprit qu'un gros dans la salle basse.
Au sortir de l'eau, il pesoit 1 livre 1 once 6 ½ gros: augmenté de 45 ½ gros.
En sortant de l'étuve pour la seconde fois, il ne pesoit que 11 onces 1 ½ gros: diminué de 7 ½ gros.
En sortant de l'eau pour la seconde fois, il pesoit 1 livre 3 onces 1 gros: augmenté de 56 gros.
Et au sortir de l'étuve pour la troisieme fois, il ne pesoit que 10 onces 6 ½ gros, ou 86 ½ gros.
Il avoit perdu 10 ½ gros, ou près d'un neuvieme de son premier poids.

Remarques sur ces Expériences.

On voit par ce qui vient d'être rapporté, 1°, Que les bois les plus anciennement abattus & les plus secs, perdent de leur poids quand on les tient quelque temps dans une étuve échauffée seulement à trente degrés du thermometre de M. de Reaumur; mais qu'alors ils sont très-avides de l'humidité de l'air, de sorte qu'ils s'en chargent quelquefois assez pour reprendre leur premier poids.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 186 sur 651

2°, Que ces bois ſe chargent de beaucoup d'eau quand on les fait tremper quelque temps dans de l'eau bouillante.

3°, Que quand enſuite on les remet à l'étuve, non-ſeulement ils perdent cette eau qui leur étoit étrangere ; mais encore une partie plus ou moins grande de leur propre ſubſtance.

4°, Qu'en les remettant une ſeconde fois dans l'eau bouillante, ils s'en chargent plus que la premiere fois.

5°, Que ſi on les remet à l'étuve, ils perdent non-ſeulement l'eau dont ils s'étoient chargés, mais encore une plus grande partie de leur ſubſtance qu'ils n'avoient fait la premiere fois.

ARTICLE II. *Seconde ſuite d'Expériences faites ſur des Cubes de bois verd.*

CES Expériences ont été faites ſur des Cubes de différentes eſpeces de bois, chacun ayant trois pouces de côté, & formant un ſolide de 27 pouces cubiques. On les a traités à peu près comme les Barreaux de la premiere ſuite, & les réſultats ſont peu différents de ceux que nous ont fournis les barreaux. Je vais encore rapporter un réſultat moyen que j'ai conclu de pluſieurs cubes ſemblables ; mais les Barreaux étoient de bois ſec, & les Cubes de bois nouvellement abattu, ſçavoir, le 10 Septembre, huit jours avant le commencement des Expériences.

Avant que de rapporter le détail de ces Expériences, il eſt bon d'obſerver qu'un Cube de Chêne, de 4 pouces en quarré, peſoit, étant verd, 2 livres 5 onces ; & qu'après avoir reſté longtemps dans l'étuve, ſon poids s'eſt réduit à 1 livre 7 onces : ainſi ce Cube, qui n'avoit point été dans l'eau, a perdu, en ſe deſſéchant 14 onces ; ce qui fait près d'un quart de ſon poids.

I. CUBE de bois de Chêne : il peſoit 1 livre 2 onces 2 gros, ou 146 gros.

Après avoir reſté dix à douze jours dans une étuve, il peſoit 12 onces 1 $\frac{1}{2}$ gros : ſon poids étoit diminué de 48 $\frac{1}{2}$ gros.

On l'a mis tremper & bouillir dans l'eau ; au ſortir, il peſoit 1 liv. 3 onces 6 $\frac{1}{2}$ gros : ſon poids étoit augmenté de 12 $\frac{1}{2}$ gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 187 sur 651

Remis dans l'étuve paſſer huit à dix jours, il en ſortit peſant 11 onces 6 ½ gros : ſon poids eſt diminué de 51 ½ gros.

On l'a encore remis bouillir & tremper dans l'eau ; il peſoit 1 livre 3 onces 1 ½ gros : ſon poids eſt augmenté de 7 ½ gros.

Après avoir encore paſſé huit à dix jours dans l'étuve, il peſoit 11 onces 2 gros : ſon poids eſt moindre qu'il n'étoit d'abord de 56 gros.

On l'a mis dans une ſalle baſſe qui n'étoit point humide;& trois ans après, il peſoit 12 onces : ſon poids eſt augmenté de 6 gros.

Il a perdu 50 gros ou près d'un tiers de ſon premier poids.

II. CUBE de Chêne. Comme on a vu par les Expériences précédentes que l'eau ſimple diſſout une partie de la ſubſtance du bois, je me ſuis propoſé de connoître ſi une leſſive de ſel alkali n'en emporteroit pas une plus grande quantité.

Ce Cube peſoit 1 livre 1 once, ou 136 gros.

On le mit dans une leſſive de ſel alkali ; & après y être reſté quelques jours, il peſoit 1 livre 2 onces 4 ½ gros : augmenté de 12 ½ gros.

Après avoir paſſé ſeulement deux ou trois jours dans l'étuve, il peſoit 1 livre 1 once ½ gros : augmenté d'un demi-gros de ſon premier poids.

On le mit bouillir & tremper dans l'eau ; il peſoit 1 livre 4 onces 3 ½ gros : augmenté de 27 ½ gros.

Après avoir paſſé dix à douze jours dans l'étuve, il peſoit 12 onces 4 gros : diminué de 36 gros.

On le remit dans l'eau bouillante ; & après y être reſté quelques jours,il peſoit 1 liv.5 onces ½ gros : augmenté de 32 ½ gros.

On le remit à l'étuve ; au bout de huit à dix jours, il ne peſoit plus que 11 onces 5 gros : diminué de 43 gros.

Au bout de trois ans, ſon poids étoit un peu augmenté ; mais le bois étoit abſolument gâté.

Ce cube a donc perdu plus d'un tiers de ſon premier poids.

III. CUBE de Chêne ; je me ſuis propoſé d'examiner ſi en frottant d'huile un morceau de bois, on ralentiroit ſon deſſé-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 188 sur 651

chement, & ſi on le rendroit moins pénétrable à l'eau.

Au commencement de l'Expérience, il peſoit 1 livre 2 gros, ou 130 gros.

On le frotta d'huile, puis on le mit tremper & bouillir dans l'eau; il peſoit 1 livre 4 onces 2 gros : augmenté de 32 gros.

L'ayant tenu dix à douze jours dans l'étuve, il peſoit 12 onces 2 ½ gros : diminué de 31 ½ gros.

On le remit dans l'eau bouillante; & après y avoir reſté quelques jours, il peſoit 1 liv. 2 onc. 2 ½ gros : augmenté de 15 ½ gros.

On le remit paſſer ſept à huit jours dans l'étuve; au ſortir, il ne peſoit plus que 11 onces 3 gros : diminué de 39 gros.

Au bout de trois ans, ſon poids étoit augmenté; mais la qualité du bois étoit fort altérée.

Ce cube a donc perdu plus d'un cinquieme de ſon premier poids.

IV. CUBE de Hêtre : il peſoit 1 liv. 1 once 2 gros, ou 138 gros.

L'ayant mis dans l'eau bouillante, il peſoit 1 livre 7 onces ½ gros : augmenté de 46 ½ gros.

Après avoir reſté huit à dix jours à l'étuve, il peſoit 11 onc. 7 ½ gros : diminué de 42 ½ gros.

Au ſortir de l'eau bouillante pour la ſeconde fois, il peſoit 1 livre 6 onces 6 ½ gros : augmenté de 44 ½ gros.

Après avoir reſté huit à dix jours à l'étuve, il peſoit 11 onc. 4 gros : diminué de 46 gros.

Au bout de trois ans, on n'en retrouva qu'un, qui ne peſoit que 8 onces 6 gros.

Ce Cube avoit perdu un peu plus de la moitié de ſon premier poids.

V. CUBE de Hêtre : il peſoit 1 livre 3 gros.

On le mit bouillir & tremper quelques jours dans une leſſive de ſel alkali; au ſortir, il peſoit 1 livre 10 onces 5 gros : augmenté de 82 gros.

Ayant paſſé deux ou trois jours dans l'étuve, il peſoit 1 livre 8 onces 7 ½ gros : augmenté de ſon premier poids de 68 ½ gros.

L'ayant mis tremper & bouillir dans l'eau, on l'a peſé; mais le poids ne ſe trouve point.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 189 sur 651

Ayant passé huit à dix jours dans l'étuve, il pesoit 13 onces 4 gros : diminué du premier poids de 23 gros.

Après avoir encore bouilli & trempé dans l'eau, il pesoit 1 livre 6 onces 1 gros : augmenté de 46 gros.

Après avoir passé huit à dix jours dans l'étuve, il ne pesoit plus que 10 onces 5 ½ gros : diminué de 45 ½ gros.

Au bout de trois ans, il pesoit 12 onces, & ne valoit rien.

Il avoit perdu de son premier poids entre un tiers & un quart.

VI. CUBE de Charme : il pesoit 14 onces 6 gros, ou 118 gros.

L'ayant mis tremper dans l'eau bouillante, il pesoit 1 livre 3 onces 5 ½ gros : augmenté de 39 ½ gros.

Au sortir de l'étuve, il pesoit 10 onces 4 ½ gros : diminué de 33 ½ gros.

On le remit dans l'eau bouillante ; & son poids fut de 1 liv. 5 onces 6 ½ gros : augmenté de 56 ½ gros.

On le remit huit à dix jours dans l'étuve, & il ne pesoit plus que 10 onces 4 gros : diminué de 33 gros.

Trois ans après, son poids étoit un peu augmenté & le bois en étoit assez bon.

Il avoit perdu plus d'un tiers de son premier poids.

VII. CUBE d'Érable : il pesoit 15 onces 6 gros, ou 126 gros.

L'ayant mis dans l'eau bouillante, il pesoit 1 livre 5 onces 6 ½ gros : augmenté de 48 ½ gros.

Ayant passé huit à dix jours dans l'étuve, il pesoit 11 onces 6 ½ gros : diminué de son premier poids de 31 ½ gros.

L'ayant remis dans l'eau, il pesoit 1 livre 5 onces 7 ½ gros : augmenté de 49 ½ gros.

Au sortir de l'étuve pour la seconde fois, il pesoit 11 onces 3 gros : diminué de 35 gros.

Au bout de trois ans, il pesoit 12 onces ; son bois étoit assez bon.

Ce Cube a perdu près d'un quart de son premier poids.

VIII. CUBE d'Érable : il pesoit 14 onc. 7 ½ gros, ou 119 ½ gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 190 sur 651

Il fut frotté d'huile ; & après avoir reſté huit jours dans l'étuve, il peſoit 11 onces 3 ½ gros : diminué de 28 gros.

Au ſortir de l'eau bouillante, il peſoit 1 livre 5 onces 4 gros : augmenté de 52 ½ gros.

Après avoir paſſé huit à dix jours dans l'étuve, il ne peſoit plus que 11 onces 3 ½ gros : diminué de 28 gros.

Au bout de trois ans, il peſoit 11 onces 2 gros ; le bois étoit bon.

Ce Cube avoit perdu près d'un tiers de ſon premier poids.

IX. CUBE de Tremble : il peſoit d'abord 12 onces 3 gros, ou 99 gros.

Après avoir trempé dans l'eau bouillante, il peſoit 1 livre 2 onces 5 gros : augmenté de 50 gros.

Au ſortir de l'étuve, il peſoit 7 onces 8 ½ gros : diminué de 34 ½ gros.

On le remit dans l'eau ; au ſortir, il peſoit 1 livre 2 onces 8 ½ gros : augmenté de 53 ½ gros.

On le remit huit à dix jours à l'étuve ; & au ſortir, il peſoit 7 onces 8 ½ gros : diminué de 34 ½ gros.

Au bout de trois ans, il peſoit 8 onces 4 gros.

Le bois étoit aſſez bon pour la qualité de ce mauvais bois.

Il avoit perdu environ un tiers de ſon premier poids.

X. CUBE de Tremble : il peſoit 15 onces 4 ½ gros, ou 124 ½ gros.

On le frotta d'huile ; après avoir reſté huit à dix jours dans l'étuve, il peſoit 11 onces 2 gros : diminué de 34 ½ gros.

L'ayant mis tremper dans l'eau bouillante, il peſoit 1 livre 1 once 3 gros : augmenté de 14 ½ gros.

Ayant ſéjourné huit à dix jours dans l'étuve, il peſoit 11 onces : diminué de 36 ½ gros.

Au bout de trois ans, il étoit un peu plus peſant, & ſon bois étoit aſſez bon.

Ce Cube avoit perdu entre le tiers & le quart de ſon premier poids.

XI. CUBE de Tremble : il peſoit 12 once, ou 96 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 191 sur 651

L'ayant mis bouillir dans une leſſive de ſel alkali, il peſoit 1 livre 4 onces 3 gros : augmenté de 67 gros.

Après avoir reſté deux ou trois jours dans l'étuve, il peſoit encore 1 livre 2 onces 3 gros. Il falloit que l'étuve fût peu échauffée, puiſqu'il n'a perdu que 16 gros de ſon humidité ; & pour cette même raiſon, il a aſpiré peu d'eau.

Ayant trempé dans l'eau bouillante, il peſoit 1 livre 2 onces 5 gros.

Ayant reſté huit à dix jours dans l'étuve, il peſoit 8 onces 7 $\frac{1}{2}$ gros : diminué de 24 $\frac{1}{2}$ gros.

On le remit tremper pluſieurs jours dans de l'eau ; après qu'il eut bouilli, il peſoit 1 livre 3 onc. 1 gros:augmenté de 57 gros.

Après avoir reſté huit à dix jours dans l'étuve, il peſoit 7 onces 6 $\frac{1}{2}$ gros : diminué de 33 $\frac{1}{2}$ gros.

Nota. Que les bois qui ont bouilli dans la leſſive ſont toujours humides juſqu'à ce qu'ils ayent trempé dans l'eau douce.

Au bout de trois ans, il peſoit 12 onces.

Le bois n'en valoit rien, quoiqu'il n'eût rien perdu de ſon poids : ce que j'attribue aux ſels de la leſſive.

REMARQUES ſur ces Expériences.

Quoique ces Expériences offrent bien des variétés, on ne laiſſe pas d'appercevoir :

1°, Que l'étuve échauffée à 30 degrés du thermometre, fait perdre peu de ſeve au bois verd.

2°, Que l'eau bouillante pénetre en grande abondance & aſſez promptement les bois.

3°, Que cette humidité étrangere ſe diſſipe plus promptement que la ſeve.

4°, Qu'elle emporte avec elle une portion de la ſubſtance du bois.

5°, Que quand, après avoir deſſéché ces bois, on les remet dans l'eau bouillante, ils en prennent ordinairement une plus grande quantité que la premiere fois.

6°, Que cette eau ſe diſſipe aſſez promptement, & qu'elle emporte avec elle de la ſubſtance du bois.

7°, Que les bois de médiocre qualité & les bois tendres ſont plus altérés par ces opérations, que les bois durs & de bonne qualité.

On appercevra l'utilité qu'on peut retirer de ces Expériences, lorſque nous parlerons des Etuves.

ARTICLE III. *Troiſieme ſuite d'Expériences faites ſur des bouts de Chevrons, pour eſſayer de connoître la meilleure maniere de deſſécher les bois lorſqu'ils ſont abattus.*

LES Expériences de cette Suite, ſont preſque une répétition de celles de la premiere Suite; mais elles ont été faites plus en grand, & avec des circonſtances nouvelles. On prit des bouts de Chevron de trois pouces d'équarriſſage, & de trois pieds de longueur; les uns furent mis dans l'eau d'un vivier auſſi-tôt après qu'ils eurent été abattus; d'autres furent dépoſés à couvert; d'autres ont toujours été tenus à l'air; enfin, d'autres ont été conſervés en grume avec leur écorce, ou en rondins écorcés.

Les réſultats que je préſente ici ſont une moyenne priſe ſur ſix pieces.

Toutes ont été abattues du 8 au 10 Septembre 1732, équarries & peſées pour la premiere fois, huit jours après qu'elles eurent été abattues.

Ces bouts de Chevrons ont été coupés de longueur, & réduits à leur équarriſſage par un Menuiſier, le plus exactement qu'il a été poſſible; car on ſait que les bois verds ne ſe travaillent pas bien exactement à la varlope.

Quoiqu'on ait uſé de la plus grande diligence pour travailler ces bois, il n'eſt pas douteux qu'ils ont perdu de leur ſeve pendant les huit jours qui ſe ſont écoulés depuis leur abattage juſqu'à la peſée; & comme on ne les travailloit pas tous à la fois,

fois, les uns ont un peu plus perdu que les autres. On avoit bien prévu ce petit inconvénient ; mais il n'a pas été poſſible de l'éviter.

D'ailleurs les nœuds, les veines de bois blanc ou rouge, changent la peſanteur ſpécifique des bois. C'eſt ce qui nous a engagés à prendre une moyenne ſur ſix morceaux différents. Cette précaution diminue les erreurs, mais ne les anéantit pas.

Quelques-uns ont paru augmenter peu de poids étant dans l'eau, parce que, quoique le vivier où on les mettoit, fût aſſez grand, il y avoit des pieces qui étoient ſoulevées par celles de deſſous ; & celles-là n'étoient pas entiérement ſubmergées. On les avoit chargées avec des pierres ; mais des accidents qu'il eſt impoſſible d'éviter dans les Expériences en grand, qui exigent beaucoup de temps, ont occaſionné des dérangements qui ont fait flotter pluſieurs pieces.

Enfin, (& ceci regarde preſque toutes les Expériences) comme ces pieces étoient en aſſez grande quantité, on les empiloit au lieu où elles devoient reſter ; & quoiqu'on eût l'attention de laiſſer du jour entr'elles, celles qui étoient au milieu & au bas des piles, n'étoient pas autant expoſées à l'air que les autres.

I. CHEVRON de Chêne peſant auſſi-tôt qu'il fut équarri, 12 livres 13 onces 4 gros.

Après avoir reſté ſix ſemaines dans l'eau, il peſoit 12 livres 14 onces.

Comme il étoit peu augmenté de poids, parce qu'on l'avoit mis dans l'eau très-chargé de ſeve, on l'y remit, où il reſta 20 mois. On l'en retira le 20 Mai 1734, & l'ayant laiſſé à l'air, on ne le peſa que le 31 du même mois : il peſoit 12 livres 14 onces 4 gros. Tous les bois qui n'ont été peſés que 8 jours après être tirés de l'eau, ſe ſont beaucoup deſſéchés pendant ce temps.

Alors on le dépoſa ſous un hangar, où il reſta deux ans : enſuite il peſoit 9 livres 14 onces.

Au reſte le bois paroiſſoit bon, & l'aubier ſain.

Il a perdu plus d'un quart de ſon poids.

Nota. Le poids du pied cube de Chêne varie beaucoup : il

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 194 sur 651

y en a qui ne pesent pas 65 liv. & d'autres passent au-delà de 73 liv. lorsqu'ils sont nouvellement abattus. Le poids varie aussi quand ils sont secs : les bons bois de la Forêt d'Orléans pesent aux environs de 55 à 58 liv. le pied cube. Il y en a qui ne pesent que 45, 48 liv. & il y a des bois de Provence qui pesent 68 liv. & plus.

II. CHEVRON pareil au précédent, pesant, après avoir été équarri, 12 liv. 10 onc. 5 gros & demi.

Au lieu de le mettre dans l'eau, on le déposa dans un Grenier; après y avoir resté un mois, il pesoit 11 liv. 9 onc. 2 gros & demi.

On le laissa huit jours au grand air & au soleil; il ne pesoit plus, après ce temps, que 9 liv. 15 onc. 5 gros.

On le mit sous un hangar, & deux ans après il pesoit 9 livres 10 onces.

Il a perdu plus d'un quart de son poids.

L'aubier des angles étoit en poussiere ; le bois en étoit bon, mais plus fendu que celui qui avoit été flotté.

III. CHEVRON pareil aux précédents pour les dimensions ; mais il ne fut équarri que plus de huit jours après avoir été abattu : il pesoit 11 liv. 14 onc. 5 gros.

On l'empila à l'air ; & après y avoir resté un mois, il pesoit 11 liv. 5 onc.

On le laissa encore huit jours à l'air, le temps étant beau & sec ; il ne pesoit plus que 10 liv. 1 once.

L'ayant laissé pendant deux ans à l'air, son poids étoit réduit à 9 liv. 11 onces.

Son bois étoit assez bon ; mais il étoit très-fendu.

Il n'est pas diminué d'un sixieme ; mais il faut remarquer que si l'on pesoit tous les huit jours les bois, sur-tout ceux qui restent à l'air, on les trouveroit tantôt plus pesants & tantôt plus légers, suivant que l'air auroit été sec ou humide ; & par des expériences répétées, nous avons reconnu que ces différences de poids étoient quelquefois très-considérables : d'ailleurs le Chevron dont il s'agit, avoit déja perdu un peu de sa seve avant la premiere pesée.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 195 sur 651

IV. Chevron de Chêne pareil aux précédents, excepté qu'il ne fut équarri que 15 jours après avoir été abattu : il pesoit 11 liv. 2 onc. 4 gros & demi.

Pour ralentir l'évaporation, on le frotta d'huile, & on le déposa dans un grenier, où il resta sept mois. On l'exposa ensuite à l'air par un beau temps pendant huit jours : alors il pesoit 8 liv. 10 onc.

On le mit ensuite sous un hangar, où il resta deux ans : alors il pesoit 8 liv. 8 onc.

Le bois étoit bon & peu gersé ; mais l'aubier étoit en poussiere. Il est diminué de près d'un cinquieme.

V. Chevron pareil aux précédents. Ayant été couvert de poix ou bray gras, il pesoit 13 liv. 3 gros.

Après avoir resté un mois dans un grenier, il pesoit 12 liv. 14 onces 7 gros. Ainsi, malgré la poix, il s'étoit desséché.

VI. Chevron de Chêne pareil aux précédents : il pesoit tout verd 13 liv. 6 onc. 4 gros.

On le mit dans un caveau : après y avoir resté six semaines, il pesoit 12 liv. 10 onc. 4 gros.

Remis dans le caveau, il y resta vingt mois ; & après avoir passé huit jours à l'air, il pesoit 11 liv. 6 onc. 4 gros.

Placé sous un hangar, son poids, deux ans après, fut de 9 liv. 13 onces.

Il a perdu de son premier poids entre le quart & le tiers.

VII. Chevron de Hêtre tout nouvellement abattu, & débité sur les mêmes dimensions que les précédents : il pesoit 13 liv. 3 onces 5 gros.

Ayant resté six semaines dans l'eau, il pesoit 15 liv. 14 onc.

On l'a remis dans l'eau, où il resta vingt mois ; l'ayant retiré le 20 Mai 1734, on le pesa le 31 du même mois ; son poids étoit de 12 liv. 3 onces.

Et après avoir resté deux ans sous un hangar, 9 liv. 8 onc.

Il a perdu près du tiers de son premier poids.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 196 sur 651

Nota. Le poids moyen d'un pied cube de Hêtre nouvellement abattu s'eſt trouvé d'environ 68 à 70 liv. & ſec, de 42 à 45.

VIII. CHEVRON de Hêtre ſemblable au précédent, peſant 13 liv. 1 once 2 gros.

On le dépoſa dans un grenier; & au bout d'un mois, il peſoit 11 liv. 6 onc. 3 gros & demi.

Après avoir reſté dix jours à l'air, il peſoit 9 liv. 15 onc.

Et étant reſté deux ans ſous un hangar, 9 liv. 9 onc.

Son poids étoit diminué de plus du quart, & pas tout-à-fait du tiers.

IX. CHEVRON de Hêtre ſemblable aux précédents : peſant 12 liv. 5 onc. 4 gros & demi.

Pour ralentir l'évaporation de la ſeve, on le mit dans un caveau : au bout de ſix ſemaines, il peſoit 11 liv. 12 onces.

On le remit dans le même caveau, où il reſta vingt mois; tiré de-là, on l'expoſa à l'air pendant huit jours, il peſoit 11 liv. 4 gros.

Et après avoir reſté près de deux ans ſous un hangar, 9 liv. 6 onc. 4 gros.

Au reſte le bois en étoit de bonne qualité.

Son poids eſt diminué de près du quart.

X. CHEVRON de Tremble, mêmes dimenſions que les précédents, & abattu dans le même temps : il peſoit 10 liv. 1 once 2 gros.

Après avoir reſté un mois dans un grenier, il peſoit 8 liv. 6 onces.

On le remit au grenier : après y avoir reſté vingt mois, & de plus huit jours à l'air, il peſoit 7 liv. 13 onces.

Ayant enſuite paſſé deux ans ſous un hangar, 7 liv. 6 onc.

Le bois étoit d'aſſez bonne qualité pour ſon eſpece.

Ce Chevron a perdu preſque la moitié de ſon poids.

Nota. Le pied cube de Tremble, poids moyen, pris ſur

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 197 sur 651

plusieurs, est de 45 à 43 livres lorsqu'il est nouvellement abattu ; & sec de 35 à 37.

XI. Chevron de Tremble semblable au précédent, pesant 8 liv. 11 onc. 6 gros & demi.

Après avoir resté un mois à l'air, il pesoit 7 liv. 14 onces & demi-gros.

On le remit à l'air, où il resta près de deux ans : il pesoit alors 7 liv. 1 once 5 gros.

Ensuite ayant passé deux ans sous un hangar, 6 liv. 12 onc.

Le bois étoit assez bon, mais très-fendu.

Il n'a pas tout à fait diminué du quart.

XII. Chevron de Tremble semblable aux précédents, pesant 10 liv. 8 onc. 3 gros.

On le mit dans un caveau ; six semaines après, il pesoit 9 liv. 7 onces 4 gros.

On le remit à la cave, où il resta vingt mois ; & après avoir passé huit jours à l'air, il pesoit 7 liv. 4 onc. 5 gros.

Ensuite étant resté près de deux ans sous un hangar, 6 livres 10 onces 4 gros.

Son bois étoit assez bon.

Ce Chevron a perdu près de la moitié de son poids.

XIII. Chevron d'Aulne pareil aux précédents, pesant 12 liv. 5 gros.

Après avoir resté un mois à l'air, il pesoit 8 liv. 7 onc. 2 gr.

Ayant resté vingt mois à l'air, il pesoit 6 liv. 15 onc.

Ayant ensuite passé deux ans sous un hangar, 6 liv. 12 onc.

Ce soliveau a perdu près de la moitié de son poids.

Nota. Le pied cube d'Aulne nouvellement abattu pese aux environs de 50 à 55 ; & étant sec, il pese de 35 à 40.

XIV. Chevron d'Aulne pareil aux précédents, pesant 12 liv. 2 onc. 1 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 198 sur 651

Ayant reſté ſix ſemaines dans un caveau, il peſoit 10 liv. 14 onces.

Ayant été remis dans le caveau pendant vingt mois, & après avoir reſté huit jours à l'air, il peſoit 8 liv. 4 gros.

Ayant enſuite demeuré deux ans ſous un hangar, 6 liv. 15 onces 4 gros.

Son bois étoit aſſez bon.

Ce Chevron a perdu près de la moitié de ſon premier poids.

XV. CHEVRON d'Aulne ſemblable aux précédents, peſant 11 liv. 10 onces.

Après avoir reſté un mois dans un grenier, il peſoit 8 liv. 8 onces 4 gros.

Remis au grenier, après y avoir reſté vingt mois, & huit jours à l'air, il peſoit 7 liv. 11 onc.

Ayant reſté deux ans ſous un hangar, 7 livres 6 onces.

Son bois étoit aſſez bon.

Ce Chevron a perdu près d'un tiers de ſon poids.

XVI. CHEVRON d'Aulne pareil aux précédents, peſant 11 livres 11 onces.

Après avoir reſté ſix ſemaines dans l'eau, il peſoit 12 livres 5 onces.

On le remit dans l'eau, où il a flotté pendant vingt mois: l'en ayant retiré, & laiſſé à l'air pendant huit jours, il ne peſoit plus que 9 livres.

Etant très-léger, il étoit toujours ſur l'eau.

Ayant reſté deux ans ſous un hangar, 7 liv. 7 onces.

Son bois étoit bon; mais il étoit fendu.

Ce Chevron a perdu entre le tiers & la moitié de ſon poids.

XVII. CHEVRON d'Erable de mêmes dimenſions que les précédents, & abattu dans la même ſaiſon: il peſoit 13 liv. 1 onc.

Après avoir reſté un mois dans un grenier, il peſoit 11 livres 2 onces.

On le remit pendant vingt mois dans le grenier; & après avoir passé huit jours à l'air, il pesoit 9 livres 10 onces.

Ayant resté deux ans sous un hangar, 9 liv. 7 onces.

Le bois étoit bon, & l'aubier sain.

Ce Chevron a perdu près de moitié de son premier poids.

Nota. Le pied cube d'Érable nouvellement abattu, pese à peu près de 60 à 64; & quand il est sec, 46 à 48 livres.

XVIII. CHEVRON d'Érable, pareil au précédent, pesant 13 liv. 2 onces.

Après avoir séjourné six semaines dans l'eau, il pesoit 14 liv. 4 onces.

On le remit passer vingt mois dans l'eau; & ayant resté à l'air pendant huit jours, il pesoit 13 livres 8 onces.

Ayant resté deux ans sous un hangar, 9 liv. 1 onc.

Le bois étoit meilleur que le précédent, qui étoit toujours resté à couvert.

Ce Chevron a perdu près d'un tiers de son premier poids.

XIX. CHEVRON d'Érable pareil aux précédents, pesant 12 liv. 5 onc. 1 gros.

On le déposa dans un caveau; & six semaines après, il pesoit 11 livres 6 onces 4 gros.

Ayant encore resté vingt mois dans le même caveau, & huit jours à l'air, il pesoit 10 livres 11 onces.

Et ayant resté deux ans sous un hangar, 9 liv. 6 onces.

Son bois étoit bon & peu fendu.

Ce Chevron a perdu près d'un quart de son premier poids.

XX. CHEVRON d'Érable pareil aux précédents, pesant 12 liv. 3 onces 2 gros.

Ayant resté un mois à l'air, il pesoit 10 livres 9 onces 2 gros.

On le laissa encore à l'air pendant vingt mois; alors il pesoit 9 livres 1 once.

Et ayant resté deux ans sous un hangar, 8 liv. 13 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 200 sur 651

Son bois étoit bon, mais très-fendu.

Ce Chevron a perdu entre le quart & le tiers de ſon premier poids.

XXI. CHEVRON de Charme de mêmes dimenſions, & abattu dans la même ſaiſon que les précédents : il peſoit 13 livres 7 onces 7 ½ gros.

Ayant ſéjourné ſix ſemaines dans l'eau, il peſoit 14 liv. 1 gr.

Ayant encore paſſé vingt mois dans l'eau, & huit jours à l'air, il peſoit 11 liv. 6 onces.

Et après avoir reſté deux ans ſous un hangar, 8 liv. 15 onces 4 gros.

Le bois étoit aſſez bon, mais très-fendu.

Ce Chevron a perdu près d'un tiers de ſon premier poids.

Nota. Le pied cube de Charme nouvellement abattu peſe de 65 à 70 livres ; & quand il eſt ſec, de 45 à 50.

XXII. CHEVRON de Charme ſemblable au précédent, peſant 12 livres 1 once 4 gros.

Après avoir reſté un mois à l'air, il peſoit 10 liv. 8 onc. 3 gr.

Et vingt mois après, étant toujours reſté à l'air, il peſoit 8 liv. 11 onces 4 gros.

Enfin étant reſté deux ans ſous un hangar, 8 liv. 5 onc. 4 gr.

Ce Chevron a perdu près d'un tiers de ſon premier poids.

XXIII. CHEVRON de Charme ſemblable aux précédents, peſant 13 liv. 9 onc. 6 gros.

Après avoir reſté ſix ſemaines dans un grenier, il peſoit 11 liv. 10 onces 4 gros.

Remis au grenier, & après y avoir reſté vingt mois, & huit jours à l'air, il peſoit 10 liv. 1 once.

Ayant paſſé deux ans ſous un hangar, 9 liv. 10 onces.

Bon bois, mais fort fendu.

Ce Chevron a perdu près de la moitié de ſon premier poids.

XXIV. CHEVRON de Charme pareil aux précédents ; ſon poids 12 liv. 5 onc. 1 gros.

On

On l'a mis dans un caveau; & ſix ſemaines après, il peſoit 11 livres 7 onces.

Ayant reſté vingt mois dans le même caveau, & huit jours à l'air, il peſoit 9 livres 15 onces 5 gros.

Et ayant paſſé deux ans ſous un hangar, 8 livres 11 onces.

Le bois en étoit bon, mais fort fendu.

Ce Chevron a perdu près d'un tiers de ſon premier poids.

ARTICLE IV. *Quatrieme ſuite d'Expériences faites ſur des Madriers, pour trouver une façon de deſſécher les Bois ſans qu'ils ſe fendent beaucoup.*

CES Expériences ont été faites avec des Madriers de Bois de Chêne, équarris à la ſcie ſur toutes les faces.

Comme, dans mes Regiſtres, il y a de l'incertitude ſur leurs dimenſions, je ne les rapporterai point; mais il eſt certain que tous furent réduits par un Menuiſier à des dimenſions pareilles.

Tous ont été abattus l'hiver de 1732 : ils ſont reſtés en grume juſqu'au mois de Mars, qu'on a emporté les doſſes à la ſcie de long, & enſuite on les a réduits à d'exactes dimenſions avec la varlope.

Il y aura plus d'égalité dans les poids de ces Madriers, parce qu'étant refendus à la ſcie, ils étoient plus à vive-arête & ſans aubier; quelques-uns en avoient ſeulement un peu ſur quelques-uns de leurs angles.

I. MADRIER peſant 20 liv. 10 onc.

On l'a mis dans un grenier, où après avoir reſté ſix mois on l'a peſé : ſon poids alors étoit de 15 livres 12 onces.

On l'a remis dans le grenier; & deux ans après il peſoit 15 liv. 6 onces.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 5 liv. 4 onces.

Ce qui approche d'un quart.

Il étoit très-fendu; ce qui a empêché de meſurer exactement ce qu'il avoit perdu de ſon volume : néanmoins ayant égard aux fentes, il paroiſſoit s'être contracté d'une ligne ſur une face, & d'une ligne & demie ſur l'autre.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 202 sur 651

II. MADRIER pareil au précédent, pesant 19 livres 8 onces.

On l'a frotté d'huile, & il a été déposé dans le même grenier que le précédent; six mois après, il pesoit 14 liv. 12 onc. 4 gros.

Deux ans après, il pesoit 14 liv. 6 onces 4 gros.

Ainsi il étoit diminué de son premier poids de 5 liv. 1 onc. 4 gros.

Ce qui fait une diminution qui approche d'un quart. Ainsi l'huile n'avoit pas formé un grand obstacle à la dissipation de la seve. Cependant il n'étoit point fendu. Il n'avoit rien perdu sur une de ses dimensions : sur l'autre il avoit perdu une ligne. Un peu d'aubier qui étoit resté sur un angle, étoit plus endommagé qu'au Madrier précédent : on l'emportoit avec l'ongle, quoiqu'il ne fût point piqué de vers.

III. MADRIER pareil aux précédents, pesant 20 liv. 8 onces.

On l'a mis flotter dans une mare bourbeuse & d'eau grasse; l'en ayant retiré six mois après, il pesoit 23 livres 10 onces.

Et étant resté à l'air pendant dix jours, il ne pesoit plus que 20 liv. 13 onces 4 gros.

On l'a déposé dans un grenier, & deux ans après, il pesoit 14 liv. 15 onces.

Il avoit donc perdu de son premier poids 5 liv. 9 onc.

Il n'approche pas tant que l'autre d'un quart.

Au sortir de l'eau, il paroissoit que son volume étoit augmenté d'une ligne dans toutes ses dimensions; mais étant resté dix jours à l'air, il étoit revenu à son premier volume.

Il n'étoit point du tout fendu : néanmoins il paroissoit avoir diminué d'un quart de ligne sur toutes ses dimensions; & comme il avoit été mis dans une eau bourbeuse & grasse, le bois avoit changé de couleur. Au reste, il paroissoit très-bon.

IV. MADRIER pareil aux précédents, pesant 20 liv. 7 onc.

On le mit dans du fumier de vache, qu'on renouvelloit assez fréquemment : au bout de six mois, il pesoit 18 liv. 11 onces 4 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 203 sur 651

Une couche mince de deſſus paroiſſoit comme brûlée, & elle s'enlevoit aiſément avec le couteau : l'aubier, par comparaiſon au bois, étoit plus blanc qu'à l'ordinaire.

Après avoir reſté deux ans dans un grenier, il peſoit 15 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 5 liv. 7 onces.

C'eſt encore aſſez près d'un quart.

Il avoit au milieu une grande fente, & il paroiſſoit avoir diminué d'une ligne dans toutes ſes dimenſions.

V. Madrier pareil aux précédents, peſant 20 liv. 8 onces.

On l'a mis flotter pendant ſix mois dans de l'eau claire ; au ſortir de l'eau, il peſoit 23 livres 2 onces 3 gros.

Le lendemain, étant reſté ce temps à l'air, il ne peſoit plus que 22 livres 9 onces 7 gros & demi.

Ayant reſté deux ans dans un grenier, il peſoit 15 liv. 10 onc. 4 gros.

Ainſi ſon premier poids étoit diminué de 4 livres 13 onces 4 gros.

Ce qui fait un peu plus d'un quart.

Comme il étoit traverſé de pluſieurs nœuds, il avoit des fentes aſſez conſidérables.

VI. Madrier pareil aux précédents, peſant 19 livres 9 onc. 6 gros.

L'ayant laiſſé expoſé à l'air & au ſoleil pendant ſix mois, il peſoit 14 livres 10 onces 2 gros.

Et après avoir reſté deux ans dans un grenier, il peſoit 14 liv. 7 onces.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 5 liv. 2 onc. 6 gros.

Il avoit donc diminué d'un tiers & au-delà.

Il s'étoit retiré d'une ligne & demie ſur deux de ſes faces, & point ſur les deux autres ; ce qui faiſoit qu'il n'étoit pas fendu.

Remarque.

On peut, en ſuivant attentivement le détail de cette ſuite

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 204 sur 651

d'Expériences, & en comparant leurs réſultats, voir ce que les circonſtances d'avoir mis les bois dans l'eau claire ou bourbeuſe, ſous du fumier, dans un grenier ſec, ou à l'air, ont pu produire ſur ces Madriers.

ARTICLE V. *Cinquieme ſuite d'Expériences faites avec des Planches de Chêne de douze pieds de longueur & de deux pouces d'épaiſſeur.*

CES arbres avoient été abattus dans l'hiver de 1732, & refendus à la ſcie au printemps 1733 : ainſi ils avoient perdu une partie de leur ſeve ; mais ils n'étoient pas ſecs.

Comme l'intention étoit de reconnoître lequel étoit le plus avantageux de mettre ſécher les bois ſous un hangar, ou de commencer par les tenir quelque temps dans l'eau, on a toujours fait deux lots des planches qui appartenoient au même arbre : un de ces lots a été dépoſé ſous un hangar, & l'autre a été jetté dans l'eau. Les planches qui devoient être comparées, & qui appartenoient au même arbre, étoient marquées d'un pareil N°. de plus, celles qui devoient reſter ſous un hangar, étoient marquées d'une *H*, & celles qui devoient être jettées à l'eau, d'une *F*.

Il eſt bon de remarquer pour les planches & les membrures, qu'on ne les a pas réduites à des dimenſions exactement pareilles : on s'eſt contenté de mettre en comparaiſon deux planches tirées d'un même arbre, & à très-peu près de mêmes dimenſions.

I. La planche N°. I, *H*, peſoit le 10 Avril 1733, 87 liv. 12 onces.

Après avoir reſté ſous un hangar juſqu'au premier Juin 1734, elle peſoit 68 livres.

Et le 26 Octobre 1742, 66 liv.

Celle du N°. I, *F*, le 10 Avril 1733, peſoit 89 liv. 10 onces 4 gros.

Le premier Juin 1734, ayant été tirée de l'eau, & après

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 205 sur 651

avoir reſté huit ou dix jours à l'air pour ſe reſſuyer, elle peſoit 93 livres.

Etant reſtée ſous le hangar juſqu'en Octobre 1742, elle peſoit 65 livres 8 onces.

La planche *F*, qui étoit la plus peſante au commencement de l'Expérience, ſe trouva la plus légere à la fin.

II. La planche N°. II, *H*, peſoit en Avril 1733, 96 liv. 13 onces.

Au premier Juin 1734, 76 liv. 9 onc.

Et le 26 Octobre 1742, 72 livres 8 onces.

Celle du N°. II, *F*, peſoit en Avril 1733, 97 liv. 6 onces.

Au premier Juin 1734, 100 livres 6 onces.

Et le 28 Octobre 1742, 72 liv. 8 onc.

Quoique la planche *F* fût un peu plus peſante que *H* au commencement, elle étoit de même poids à la fin.

III. La planche N°. III, *H*, en Avril 1733, peſoit 85 liv. 8 onces.

Au premier Juin 1734, 68 liv. 4 onces.

Le 26 Octobre 1742, 64 liv. 8 onc.

Celle du N°. III, *F*, en Avril 1733, 89 liv. 8 onc.

Le premier Juin 1734, 75 liv. 4 onc.

Le 26 Octobre 1742, 62 liv. 8 onc.

La planche *F*, qui au commencement étoit de quatre livres plus peſante que la planche *H*, étoit de deux livres plus légere à la fin.

IV. La planche N°. IV, *H*, en Avril 1733, peſoit 96 liv. 8 onces.

Au premier Juin 1734, 73 livres.

Le 26 Octobre 1742, 69 liv. 8 onc.

Celle du N°. IV, *F*, en Avril 1733, 104 liv. 10 onc. 4 gros.

Au premier Juin 1734, 103 liv.

Le 26 Octobre 1742, 75 liv. 8 onc.

La planche *F*, au commencement, peſoit 8 liv. 2 onc. 4 gros

plus que la planche *H;* à la fin elle ne pesoit que 6 liv. de plus. Ainsi elle a perdu 2 liv. 2 onc. 4 gros sur l'avantage de poids qu'elle avoit relativement à l'autre piece ; ce qui s'accorde avec ce qui est arrivé jusqu'à présent.

Il falloit que ces planches flottassent : car elles étoient souvent plus légeres en sortant de l'eau à la seconde pesée, qu'à la premiere. Il est vrai que, comme elles avoient beaucoup de surface, elles se sont considérablement desséchées pendant les 8 à 10 jours qu'on les a laissé exposées au grand air pour qu'elles se ressuyassent.

ARTICLE VI. *Sixieme suite d'Expériences faites sur des Membrures.*

LES Expériences suivantes ont été faites sur des membrures de Chêne. Les arbres ont été abattus dans l'hiver 1732, refendus à la scie le 15 Août 1733, & pesés pour la premiere fois le 30 du même mois. Aussi-tôt on les a mis ou sous le hangar ou dans l'eau. On les en a tirés le 20 Mai 1734, & on les a pesés ; le premier Juin suivant, on les a tous mis sous le hangar, & on les a pesés pour la derniere fois le 26 Octobre 1742. Ces membrures ont été numérotées comme les planches dont nous venons de parler, & elles étoient plus chargées de seve.

I. N°. V, *H.* Le 30 Août 1733, pesoit 65 livres 4 onces.
Le premier Juin 1734, 53 liv. 8 onc.
Le 26 Octobre 1742, 48 liv.
N°. V, *F.* Le 30 Août 1733, 68 livres 12 onces.
Le premier Juin 1734, 67 liv. 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 49 livres.

La membrure *F* pesoit au commencement de l'Expérience 3 livres 8 onces plus que la membrure *H*; & à la fin elle ne pesoit qu'une livre de plus.

II. N°. VI, *H.* Le 30 Août 1733, 62 livres.
Le premier Juin 1734, 37 livres 8 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 207 sur 651

Le 26 Octobre 1742, 34 livres 4 onces.
N°. VI, *F.* Le 30 Août 1733, 63 livres.
Le premier Juin 1734, 49 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 35 livres.
Au commencement *F* pesoit une livre de plus que *H*; & à la fin elle n'excédoit que de 12 onces.

III. N°. VII, *H.* Le 30 Août 1733, 64 liv. 4 onc.
Le premier Juin 1734, 50 liv.
Le 26 Octobre 1742, 43 livres 4 onces.
N°. VII, *F.* Le 30 Août 1733, 60 liv. 8 onces.
Le premier Juin 1734, 57 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 40 livres.
Au commencement *H* étoit de 3 livres 12 onces plus pesante que *F*, & à la fin elle n'excédoit que de 3 livres 4 onces.

IV. N°. VIII, *H.* Le 30 Août 1733, 62 liv. 4 onces.
Le premier Juin 1734, 59 livres.
Le 26 Octobre 1742, 42 livres.
N°. VIII, *F.* Le 30 Août 1733, 61 livres 8 onces.
Le premier Juin 1734, 57 liv. 12 onc.
Le 26 Octobre 1742, 41 liv.
Au commencement *H* étoit plus pesante que *F*, de 12 onces; & à la fin *F*, d'une livre plus légere.

V. N°. IX. *H*, Le 30 Août 1733, 62 liv.
Le premier Juin 1734, 51 livres.
Le 26 Octobre 1742, 43 liv.
N°. IX, *F.* Le 30 Août 1733, 58 livres.
Le premier Juin 1734, 55 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 42 livres.
Au commencement *H* étoit plus pesante que *F* de 4 livres; & à la fin *H* n'excédoit *F* que d'une livre. Ainsi la membrure qui avoit été mise dans l'eau, avoit un peu moins perdu de son poids que celle qui étoit toujours restée sous le hangar; ce qui n'arrive pas ordinairement.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 208 sur 651

Si les membrures qu'on a miſes dans l'eau, peſent moins à la ſeconde peſée qu'à la premiere, c'eſt qu'il s'eſt beaucoup diſſipé d'humidité depuis le 20 Mai qu'on les a tirées de l'eau juſqu'au premier Juin qu'on les a peſées.

ARTICLE VII. *Septieme ſuite d'Expériences ſur deux Planches & deux croûtes qu'on a tirées d'un même Arbre, & qu'on a miſes en comparaiſon deux à deux.*

POUR les Expériences ſuivantes, on a refendu des bois quarrés par 3 traits de ſcie. Ainſi chaque piece a fourni deux planches du bois du cœur & deux épaulieres où il y avoit de l'aubier. On les a diſtinguées en mettant un *C* ſur les planches du cœur, & un *E* ſur les épaulieres. Le reſte comme pour l'Expérience précédente.

I. N°. X, *H-E*. Le 30 Août 1733, peſoit 75 liv. 12 onc.
Le premier Juin 1734, 63 liv. 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 57 liv.
N°. X, *F-E*. Le 30 Août 1733, 79 liv. 8 onces.
Le premier Juin 1734, 75 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 56 livres 8 onces.
Au commencement de l'Expérience *F* peſoit plus que *H* de 3 livres 12 onces; & à la fin de l'Expérience, *H* peſoit plus que *F* de 8 onces.

II. N°. X, *H-C*. Le 30 Août 1733, 80 livres 8 onces.
Le premier Juin 1734, 66 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 58 livres 8 onces.
N°. X, *F-C*. Le 30 Août 1733, 79 livres.
Le premier Juin 1734, 81 livres.
Le 26 Octobre 1742, 57 livres 8 onces.
Au commencement *H* excédoit *F* de 1 livre 8 onces; & à la fin ſeulement d'une livre.

III.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 209 sur 651

III. N°. XI, *H-E.* Le 30 Août 1733, 70 livres.
Le premier Juin 1734, 56 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 51 liv. 8 onces.
N°. XI, *F-E.* Le 30 Août 1733, 61 liv. 8 onces.
Le premier Juin 1734, 57 livres 8 onces.
Le 26 Octobre 1742, 46 livres.
Au commencement *H* excédoit *F* de 8 livres 8 onces; & à la fin son excédent n'étoit que de 5 livres 8 onces.

IV. N°. XI, *H-C.* Le 30 Août 1733, 72 livres 8 onces.
Le premier Juin 1734, 57 livres 4 onces.
Le 26 Octobre 1742, 50 livres 8 onces.
N°. XI, *F-C.* Le 30 Août 1733, 74 livres 8 onces.
Le premier Juin 1734, 71 livres.
Le 25 Octobre 1742, 49 livres 12 onces.
Au commencement *F* pesoit 2 livres plus que *H;* & à la fin *H* pesoit 12 onces plus que *F.*

V. N°. XII, *H-E.* Le 30 Août 1733, 68 livres 12 onces.
Le premier Juin 1734, 58 livres 8 onces.
Le 25 Octobre 1742, 51 livres 4 onces.
N°. XII, *F-E.* Le 30 Août 1733, 65 livres.
Le premier Juin 1734, 62 livres 12 onces.
Le 26 Octobre 1742, 48 livres 12 onces.
Au commencement *H* pesoit 3 livres 12 onces plus que *F*; & à la fin *H* n'excédoit que de 2 livres 8 onces.

VI. N°. XII, *H-C.* Le 30 Août 1733, 71 livres 12 onc.
Le premier Juin 1734, 59 liv. 8 onces.
Le 25 Octobre 1742, 52 livres.
N°. XII, *F-C.* Le 30 Août 1733, 70 livres.
Le premier Juin 1734, 70 livres 5 onces.
Le 26 Octobre 1742, 50 livres.
Au commencement *H* pesoit une livre 12 onces plus que *F;* & à la fin 2 livres de plus : ainsi *H* a moins diminué de 4 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 210 sur 651

VII. N°. XIII, *H-E.* Le 30 Août 1733, 62 livres 4 onces.
Le premier Juin 1734, 54 livres.
Le 25 Octobre 1742, 46 liv. 8 onc.
N°. XIII, *F-E.* Le 30 Août 1733, 63 livres 4 onces.
Le premier Juin 1734, 61 livres 12 onces.
Le 25 Octobre 1742, 48 livres.
Au commencement *F* pesoit 1 livre plus que *H*; & à la fin 1 livre 8 onces.

VIII. N°. XIII, *H-C.* Le 30 Août 1733, 69 livres.
Le premier Juin 1734, 60 livres 4 onces.
Le 25 Octobre 1742, 50 livres 8 onces.
N°. XIII, *F-C.* Le 30 Août 1733, 68 liv. 4 onc.
Le premier Juin 1734, 66 livres 12 onces.
Le 25 Octobre 1742, 50 livres 8 onces.
Au commencement *H* pesoit 12 onces plus que *F*; & à la fin les deux étoient du même poids.

IX. N° XIV, *H-E.* Le 30 Août 1733, 49 liv. 12 onc.
Le premier Juin 1734, 41 liv. 8 onces.
Le 25 Octobre, 1742, 35 livres.
N°. XIV, *F-E.* Le 30 Août 1733, 41 livres 12 onces.
Le premier Juin 1734, 44 liv.
Le 25 Octobre 1742, 31 livres.
Au commencement *H* pesoit 8 livres plus que *F*; & à la fin *H* n'excédoit que de 4 livres.

X. N°. XIV, *H-C.* Le 30 Aout 1733, 49 livres 8 onc.
Le premier Juin 1734, 40 livres 8 onces.
Le 25 Octobre 1742, 34 livres 8 onces.
N°. XIV, *F-C.* Le 30 Août 1733, 47 livres.
Le premier Juin 1734, 45 livres 12 onces.
Le 25 Octobre 1742, 33 livres.
Au commencement *H* pesoit 2 livres 8 onces plus que *F*; & à la fin seulement 1 livre 8 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 211 sur 651

XI. N°. XV, *H-E.* Le 30 Août 1733, 63 livres.
Le premier Juin 1734, 51 livres.
Le 25 Octobre 1742, 44 livres 4 onces.
N°. XV, *F-E.* Le 30 Août 1733, 68 liv.
Le premier Juin 1734, 58 livres.
Le 25 Octobre 1742, 44 liv. 4 onces.
Au commencement *F* pesoit 5 livres plus que *H;* & à la fin ils étoient précisément de même poids.

XII. N°. XV, *H-C.* Le 30 Août 1733, 61 livres.
Le premier Juin, 1734, 46 livres 12 onces.
Le 25 Octobre 1742, 41 livres 4 onces.
N°. XV, *F-C.* Le 30 Août 1733, 62 livres 8 onces.
Le premier Juin 1734, 58 livres 6 onces.
Le 25 Octobre 1742, 42 liv. 4 onces.
Au commencement *F* pesoit 1 livre 8 onces plus que *H*; & seulement 1 livre à la fin.

XIII. N°. XVI, *H-E.* Le 30 Août 1733, 81 livres 4 onces.
Le premier Juin 1734, 74 livres.
Le 25 Octobre 1742, 64 liv.
N°. XVI, *F-E.* Le 30 Août 1733, 93 livres 12 onces.
Le premier Juin 1734, 87 livres 5 onces
Le 25 Octobre 1742, 75 livres 4 onces.
Au commencement *F* pesoit 12 liv. 8 onc. plus que *H;* & seulement 11 liv. 4 onc. à la fin.

XIV. N°. XVI, *H-C.* Le 30 Août 1733, 85 livres.
Le premier Juin 1734, 80 livres 5 onces.
Le 25 Octobre 1742, 65 livres.
N°. XVI, *F-C.* Le 30 Août 1733, 98 livres 4 onces.
Le premier Juin, 1734, 96 livres 5 onces.
Le 25 Octobre 1742, 72 livres.
Au commencement *F* pesoit 13 livres 4 onc. plus que *H;* & à la fin seulement 7 livres.
La diminution de *F* est bien considérable : peut-être cette

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 212 sur 651

planche avoit-elle quelques défauts ; mais je dois rapporter les faits comme je les trouve ſur mes Regiſtres.

REMARQUE.

ON voit par le grand nombre d'Expériences que nous venons de rapporter, que les bois qu'on met paſſer quelque temps dans l'eau douce, perdent communément plus de leur poids en ſe ſéchant, que ceux qu'on fait ſécher à couvert.

Il n'en eſt pas tout-à-fait de même des croûtes : celles qui contiennent beaucoup d'aubier perdent moins de leur poids, parce que les vers qui endommagent l'aubier, n'attaquent pas ceux qui ont été flottés ; & comme dans ces croûtes, il y avoit plus ou moins d'aubier, on a apperçu des différences dans les réſultats. Si, d'ailleurs, on remarque quelques pieces qui s'écartent de la regle générale, c'eſt parce que quelquefois dans les pieces de bois flotté il s'eſt rencontré des nœuds & des veines de bois dur, qui ne ſe trouvoient pas dans la piece de comparaiſon qu'on avoit conſervée ſous un hangar. Enfin, comme tous ces bois empilés pouvoient bien n'être pas également expoſés au hâle, il a pu ſe trouver quelques différences dans leur poids. Toutes ces raiſons nous ont obligé de multiplier beaucoup les Expériences.

ARTICLE VIII. *Huitieme ſuite d'Expériences pour connoître ce que le flottage produit ſur les bois ſecs par comparaiſon avec les bois nouvellement abattus.*

COMME toutes les Expériences que je viens de rapporter ont été faites avec des bois qui contenoient encore beaucoup de ſeve, j'ai cru devoir mettre en comparaiſon des bois ſecs avec des bois qui auroient toute leur ſeve.

J'ai choiſi des pieces de Chêne aſſez ſeches, abattues depuis trois ans ; & j'en ai fait faire des bouts de Chevron de trois pieds

de longueur, & de trois pouces d'équarriſſage, ſemblables, pour les dimenſions, à ceux de la troiſieme ſuite d'Expériences. Trois ont été marqués du numéro I, trois du numéro II, trois du numéro III, trois du numéro IV, trois du numéro V, & trois du numéro VI.

On les a peſés en Mars ou Avril 1733, après les avoir réduits aux dimenſions qu'ils devoient avoir.

On les a mis auſſi-tôt dans l'eau, où ils ſont reſtés juſqu'au 21 Mai 1734. Les ayant laiſſés à l'air ſe reſſuyer une couple de jours, on les a peſés pour la ſeconde fois.

Enſuite on les a mis ſous un hangar, & on les a peſés le 25 Mai 1735; enfin pour la quatrieme & derniere fois, le 5 Juin 1736.

On a fait les mêmes opérations ſur d'autres chevrons nouvellement abattus & remplis de leur ſeve.

Voici le réſultat de ces Expériences.

I. N°. I, ſec. En Mars 1733, peſoit 33 liv. 5 onc. 2 gros.
Mai 1734, 38 liv. 10 onc.
Mai 1735, 30 liv. 4 onc. 6 gros.
Juin 1736, 29 liv. 12 onc. 2 gros.

En flottant dans l'eau ſon poids eſt augmenté de 5 liv. 4 onc. 6 gros; & à la fin de l'Expérience il étoit diminué de 3 liv. 9 onces.

N°. I, verd. En Mars 1733, 40 liv. 5 onc. 4 gros.
Mai 1734, 42 liv. 4 onc.
Mai 1735, 31 liv. 12 onc.
Juin 1736, 30 liv. 10 onc. 4 gros.

En flottant dans l'eau ſon poids eſt augmenté de 1 livre 14 onces 4 gros; à la fin il étoit diminué de 9 livres 11 onces.

II. N°. II, ſec. En Mars 1733, 32 liv. 14 onc. 6 gros.
Mai 1734, 38 liv. 2 onc. 4 gros.
Mai 1735, 31 liv. 7 onc. 2 gros.
Juin 1736, 30 liv. 12 onc.

En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 5 liv. 3 onc. 6 gros; à la fin il étoit diminué de 2 livres 2 onces 6 gros.

N°. II, verd. En Mars 1733, 40 liv. 5 onc. 4 gros.
Mai 1734, 42 liv. 4 onc.
Mai 1735, 31 liv. 12 onc.
Juin 1736, 30 liv. 10 onc. 4 gros.
En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 1 liv. 14 onc. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 9 liv. 11 onc.

III. N°. III, ſec. En Mars 1733, 32 liv. 6 onc. 2 gros.
Mai 1734, 41 liv. 10 onc.
Mai 1735, 30 liv. 12 onc.
Juin 1736, 30 liv. 6 onc.
En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 9 liv. 3 onc. 6 gros; à la fin il étoit diminué de 2 liv. 2 gros.
N°. III, verd. En Mars 1733, 37 liv. 11 onc.
Mai 1734, 39 liv. 4 onc.
Mai 1735, 30 liv. 1 onc.
Juin 1736, 29 liv. 2 onc.
En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 1 liv. 9 onces; à la fin il étoit diminué de 8 liv. 9 onc.

IV. N°. IV, ſec. En Avril 1733, 32 liv. 7 onc. 4 gros.
Mai 1734, 35 liv. 4 onc.
Mai 1735, 31 liv. 14 onc.
Juin 1736, 30 liv. 15 onc.
En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 2 liv. 12 onc. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 1 liv. 8 onc. 4 gros.
N°. IV, verd. En Avril 1733, 33 liv. 7 onc. 4 gros.
Mai 1734, 35 liv. 4 onc.
Mai 1735, 31 liv. 14 onc.
Juin 1736, 30 liv. 15 onc.
En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 1 liv. 12 onc. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 2 liv. 8 onc. 4 gros.

V. N°. V, ſec. En Mai 1733, 31 liv. 4 gros.
Mai 1734, 39 liv. 4 onc.
Mai 1735, 31 liv. 4 onc.

Juin 1736, 30 liv. 2 onc. 4 gros.

En flottant dans l'eau ſon poids eſt augmenté de 8 liv. trois onc. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 14 onc.

N°. V, verd. Mai 1733, 38 liv. 4 onc. 4 gros.

Mai 1734, 42 liv. 5 onc.

Mai 1735, 31 liv. 14 onc.

Juin 1736, 30 liv. 10 onc.

En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 4 liv. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 7 liv. 10 onc. 4 gros.

VI. N°. VI, ſec. En Mai 1733, 33 liv. 9 onc. 4 gros.

Mai 1734, 41 liv. 4 onc.

Mai 1735, 32 liv. 8 onc.

Juin 1736, 31 liv. 8 onc.

En flottant dans l'eau ſon poids a augmenté de 7 liv. 10 onc. 4 gros; à la fin il étoit diminué de 2 liv. 1 onc. 4 gros.

N°. VI, verd. A la fin de Mai 1733, 36 liv. 10 onc. 4 gros.

Mai 1734, 39 liv. 10 onc.

Mai 1735, 30 liv. 3 onc.

Juin 1736, 29 liv. 2 onc.

En flottant dans l'eau ſon poids eſt augmenté de 2 liv. 15 onces 4 gros; à la fin il étoit diminué de 7 liv. 8 onc. 4 gros.

RÉSULTAT des Expériences précédentes.

Il ſuit de ces Expériences :

1°, Que les bois ſecs ſe chargent de beaucoup plus d'eau que les bois verds; & cela eſt naturel, puiſqu'ils ont perdu une grande partie de leur ſeve.

2°, Que les bois verds perdent, en ſe ſéchant, beaucoup plus de leur premier poids que les bois ſecs; ce qui eſt encore naturel, puiſqu'ils doivent ſe décharger non-ſeulement de l'eau qu'ils avoient imbibée, mais encore d'une partie de leur ſeve.

3°, Que les bois ſecs qui ont été flottés perdant plus de leur poids que ceux qui n'ont pas été mis dans l'eau, on peut

en conclure qu'une portion de leur ſubſtance ayant été diſſoute par l'eau s'eſt diſſipée avec elle : auſſi, comme je l'ai dit, tous les bois qu'on met tremper dans l'eau ſont-ils, au bout de quelque temps, couverts d'une ſubſtance gélatineuſe.

4°, Nous ferons obſerver que, quoique les bois flottés ſe fendent ordinairement moins que ceux qui n'ont point été mis dans l'eau, cependant quelques pieces des bois ſecs dont nous venons de parler, & qui avoient été flottés, étoient aſſez conſidérablement fendues en 1736 quand ils ont été bien ſecs.

5°, J'ai averti que les chevrons que je regardois comme ſecs contenoient encore de la ſeve : la preuve en eſt qu'ayant tenu quelques-uns de ces chevrons dans un four chaud pendant quatre fois 24 heures avant de les mettre dans l'eau, il s'eſt quelquefois trouvé 10 à 11 onces de diminution ſur le poids d'un ſeul, quoique ces bois euſſent été abattus trois ans auparavant, & qu'ils paruſſent fort ſecs. Nous rapporterons ſur ce point quantité d'Expériences.

ARTICLE IX. *Neuvieme ſuite d'Expériences ſur des pieces de bois de même poids, les unes vertes, les autres ſeches, miſes en comparaiſon.*

J'AI cru que rien ne ſeroit plus propre à faire connoître ſi les bois perdent beaucoup de leur ſubſtance, que de prendre deux moitiés d'un même arbre, de réduire ces deux moitiés à un même poids ſans s'embarraſſer qu'ils euſſent rigoureuſement des dimenſions pareilles, de mettre une de ces moitiés ſous un hangar & de faire flotter l'autre. Et comme j'avois remarqué que les bois qui reſtoient conſtamment dans l'eau, s'altéroient moins que ceux qui étoient tantôt dans l'eau, & tantôt à l'air, je me propoſai d'en tenir dans ces deux ſituations.

En effet, ne voit-on pas ſur les ports de Paris, que les bois à brûler qu'on a d'abord jettés à bois perdu ſur de petites rivieres, & qu'on a enſuite tirés à bord quand ils étoient aſſez chargés d'eau pour devenir canards : ne voit-on pas, dis-je, que ces

ces bois qu'on tient tantôt dans l'eau & tantôt à l'air, ne ſont pas à beaucoup près ſi bons pour le chauffage, que ceux qu'on met tout d'abord en trains, & qui arrivent à Paris ſans être jamais ſortis de l'eau. Les bois qu'on nomme *Bois de gravier* ont preſque toute leur écorce, & ils tiennent un milieu entre les *Bois flottés* & les *Bois neufs*. Il eſt vrai que communément ils reſtent moins long-temps dans l'eau. Mais on remarque auſſi qu'un pilotis qui eſt enfoncé dans le lit d'une riviere commence par pourrir à l'endroit où le bois eſt alternativement expoſé à ſe ſécher & à être mouillé : la partie qui eſt toujours au-deſſus de l'eau, & que l'eau ne mouille jamais, ſubſiſte davantage, & celle qui eſt toujours ſous l'eau ne pourrit point. Maintenant que l'on comprend les vues que je me ſuis propoſées, lorſque j'ai entrepris cette nouvelle ſuite d'Expériences, il faut en expoſer les détails.

Dans le mois de Janvier 1737, je fis abattre un Chêne qui me fournit une piece de bois quarré de douze pieds de long ſur ſept pouces d'équarriſſage. Je choiſis une autre piece de Chêne de pareilles dimenſions; mais ce Chêne étoit abattu depuis dix à douze ans.

Je fis ſcier par les ſcieurs de long ces deux pieces par le milieu; ce qui me fournit huit pieces de ſix pieds de longueur ſur ſept pouces de largeur, & trois pouces & demi d'épaiſſeur; on les réduiſit toutes à un même poids, ſavoir :

Les quatre pieces de bois ſec peſoient chacune 41 liv. 8 onc.

Et les quatre pieces de bois verd peſoient chacune 56 liv. 2 onc.

Les quatre pieces de bois ſec furent marquées d'une *S*, & les quatre de bois verd d'un *V*.

De plus on écrivit *pied* ſur celles qui étoient près de la ſouche, *haut* ſur celles qui étoient plus près de la cime; enfin, on mit une *H* ſur celles qui devoient toujours reſter ſous le hangar, une *F* ſur celles qui devoient toujours reſter dans l'eau, & *F-E* ſur celles qui devoient être tantôt à l'eau & tantôt à l'air.

Les quatre pieces marquées *H* furent miſes ſous le hangar; une de bois ſec & une de bois verd marquées *F*, étant deſtinées à reſter toujours ſous l'eau, furent miſes dans l'eau, & chargées

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 218 sur 651

de pierres : les deux autres marquées *F-E*, l'une ſeche & l'autre verte, furent deſtinées à reſter alternativement huit jours à l'eau & huit jours à l'air.

Dans le mois d'Avril 1738, on reconnut ces huit pieces de bois, & on les laiſſa les unes ſous le hangar & les autres dans l'eau, comme il a été dit.

Le 28 Septembre 1738, on retira celles qui étoient dans l'eau, & on les mit ſous le hangar avec les autres.

Le 20 Mai 1742, jugeant que ces bois étoient ſecs, on les peſa tous.

N°. 1. Hangar, du pied, ſec peſoit 37 liv. 15 onc.
Ainſi il avoit perdu de ſon premier poids 3 liv. 9 onc.
N°. 2. Flotté, du pied, ſec peſoit 37 liv. 8 onc.
Il avoit donc perdu de ſon premier poids 4 liv. c'eſt-à-dire, 7 onc. de plus que N°. 1.
N°. 3. Flotté alternativement & à l'air, du pied, ſec, 37 liv.
Il avoit perdu de ſon premier poids, 4 liv. 8 onc.
Il a perdu 8 onc. de plus que N°. 2, & 15 onc. plus que N°. 1.
N°. 4. Hangar, du haut, ſec peſoit 38 liv. 8 onc.
Il avoit perdu de ſon premier poids, 3 liv.
Ainſi il a moins diminué de 9 onc. que le morceau du pied numéro 1.

N°. 5. Hangar, du pied, verd, 36 liv.
Il avoit perdu de ſon premier poids, 20 liv. 2 onc.
N°. 6. Hangar, du haut, verd, 34 liv. 8 onc.
Il avoit perdu de ſon premier poids, 21 liv. 10 onc.
C'eſt 1 liv. 8 onc. de plus que N°. 5.
N°. 7. Flotté, du haut, verd, 35 liv.
Il a donc perdu de ſon premier poids, 21 liv. 2 onc.
C'eſt 8 onc. moins que N°. 6.
N°. 8. Flotté & à l'air, du pied, verd, 34 liv. 15 onc.
Ainſi il a perdu de ſon premier poids, 21 liv. 3 onc.
Il a perdu 1 liv. 1 onc. plus que N°. 5, & 1 onc. de plus que N°. 7, quoique celui-ci fût du pied, & N°. 7 de la cime.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 219 sur 651

Résultat de ces Expériences.

Cette ſuite d'Expériences prouve comme les autres, que les bois qu'on met flotter dans l'eau douce perdent plus de leur poids, que ceux que l'on conſerve à couvert ; & que ceux qu'on tient alternativement dans l'eau & à l'air, perdent encore plus de leur poids. On peut regarder cette regle comme générale, quoique quelques-uns s'en écartent, parce qu'une veine de bois blanc, ou un nœud, ſuffit pour changer les Réſultats.

On voit encore que le bois de la cime des arbres perd plus de ſon poids en ſéchant, que celui qui eſt auprès de la ſouche.

Article X. *Dixieme ſuite d'Experiences qui prouvent que les pieces de Bois qui paſſent un certain temps dans l'eau, ſont moins ſujettes à être piquées des vers que celles qui ſont tenues à ſec.*

Nous avons prouvé, par un grand nombre d'Expériences, que les bois qu'on met dans l'eau perdent un peu de leur ſubſtance ; mais elles prouvent de plus que l'aubier des arbres qui ont été flottés ſe conſerve mieux que celui des arbres qui ont toujours été tenus dans un lieu ſec. Pour mettre ce fait à l'abri de toute difficulté, j'ai encore fait une Expérience ; & comme les cerceaux qu'on fait pour les futailles ſont de bois fort jeune, & preſqu'entiérement d'aubier, j'ai choiſi des cerceaux de Chêne, afin de connoître plus promptement l'effet que l'eau pourroit produire.

Le 2 Mars 1737, je pris dix-huit rouelles de cercles de Chêne nouvellement travaillées, & pareil nombre d'autres qui, ayant été travaillées en 1736, étoient ſeches : car ces bois qui ont peu d'épaiſſeur, ſechent promptement. Neuf rouelles de bois verd & neuf de bois ſec, furent miſes dans un grenier bien ſec, le 11 Mars 1737. Le même jour neuf rouelles pareilles de bois verd & neuf de bois ſec furent jettées dans l'eau, où elles ont reſté huit mois. On les a donc tirées de l'eau

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 220 sur 651

le 25 Octobre 1737, & on les a miſes, ainſi que les rouelles qui avoient été dépoſées dans le grenier, ſous un même hangar. Dans les mois de Septembre & Octobre 1738, on a employé tous ces cercles à relier des futailles, pour connoître leur différente qualité.

1°, Les cercles de 1736 qu'on avoit mis au grenier, puis ſous le hangar, étoient tellement vermoulus, que quand on en ſoulevoit un par un bout il rompoit ſous ſon propre poids.

2°, Ceux de 1737 n'étoient pas auſſi gâtés; cependant aucun n'a pu être employé, & ceux qui étoient au milieu des rouelles, étoient plus gâtés que les autres.

3°, Les rouelles abattues en 1736, & qu'on avoit miſes paſſer huit mois dans l'eau, n'étoient point piquées: elles avoient perdu leur écorce; néanmoins une partie de ces cercles a réſiſté aux coups de maillet, & a été employée.

4°, Les rouelles abattues en 1736, & qui avoient été miſes dans l'eau, avoient perdu leur écorce; mais il n'y avoit aucune piqûre de vers: tous les cercles étoient bons, & ils furent employés.

5°, Neuf rouelles de 1736, que j'avois laiſſées à l'air, n'étoient pas en auſſi bon état que celles qui avoient été flottées: quelques-uns des cercles étoient piqués de vers; mais ils étoient meilleurs que ceux des rouelles qui avoient été tenus au grenier & ſous le hangar.

6°, J'en avois auſſi mis à la cave, & les cercles étoient à peu près dans le même état que ceux des rouelles qui étoient reſtées à l'air.

7°, J'ai fait les mêmes Expériences ſur des bottes de latte; mais il ſuffira de dire que celles qui ont toujours été à couvert, avoient leur aubier vermoulu; celles qui avoient ſéjourné quelque temps dans l'eau, avoient leur aubier ſain, & les autres préciſément comme ce que nous avons dit des cercles; mais à toutes, le bois du cœur étoit ſain, & n'étoit point encore attaqué par les vers. C'eſt pourquoi je ne parlerai point des Expériences que j'ai faites avec des échalas, parce qu'étant preſqu'entiérement de cœur de Chêne, ils ne m'ont fourni aucun ſujet d'obſervations.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 221 sur 651

Je crois que l'eau fait périr la ſemence des inſectes; peut-être auſſi a-t-elle altéré la ſeve du bois, qui probablement convient aux vers, & détermine les inſectes à y dépoſer leurs œufs.

Article XI. *Onzieme ſuite d'Expériences faites ſur des Bois tendres flottés & non flottés.*

Les Expériences que nous venons de rapporter, ont été faites ſur du bois de Chêne, qu'on regarde comme du bois dur: j'ai cru devoir donner encore d'autres expériences que j'ai faites dans la même vue ſur des bois tendres; & j'ai choiſi l'Aulne, parce qu'on ſçait qu'il s'altere plus promptement que le Chêne.

§ 1. *Premiere Expérience.*

1°, On a abattu de gros corps d'Aulne dans le mois d'Octobre 1732; on les a ſciés par billes de ſix pieds de longueur.

Trois de ces billes en grume & dans leur écorce, ont été jettées dans l'eau le 15 Novembre de la même année. On les a refendues en planches en 1735, & le bois s'en eſt trouvé très-bon.

2°, Trois billes pareilles qu'on a écorcées avant de les jetter à l'eau, ſe ſont trouvées pareillement très-bonnes en 1735.

3°, Trois billes du même bois, abattu dans le même temps, ont été dépoſées, avec leur écorce, ſous un hangar le 15 Novembre. En 1735 deux ſe ſont trouvées fort échauffées; la troiſieme l'étoit moins.

4°, Trois pareilles billes ont été écorcées avant de les mettre ſous le hangar. En 1735, elles étoient échauffées en quelques endroits, mais moins que les précédentes.

5°, Trois pareilles billes ont été miſes en chantier à l'air avec leur écorce. En 1735, le bois s'eſt trouvé très-échauffé, & preſque hors de ſervice.

6°, Trois billes pareilles ont été miſes en chantier à l'air comme les précédentes; mais elles avoient auparavant été écorcées. Quand on les a refendues en planches en 1735, le bois s'eſt trouvé moins échauffé que celui des précédentes; il y en eut même une qui ſe trouva aſſez bonne.

7°, Trois billes pareilles ont été dépoſées un mois après leur abattage, dans une cave ; on les en a retirées en Juin 1733, & on les a dépoſées ſous un hangar juſqu'en 1735 qu'on les en a tirées pour les débiter en planches. Elles ſe ſont trouvées plus ou moins échauffées.

8°. De pareilles billes qu'on avoit écorcées avant de les mettre dans la cave, ſe ſont trouvées en 1735 moins échauffées que celles qui avoient leur écorce ; mais elles n'étoient pas ſaines.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

CETTE Expérience ne differe de la précédente, que parce que les arbres ont été abattus dans le mois de Décembre, au lieu que les autres l'avoient été en Octobre.

Les billes qu'on avoit miſes à l'eau, ſoit avec leur écorce, ſoit ſans leur écorce, ſe ſont trouvées très-bonnes en 1735.

Celles qu'on avoit dépoſées ſous le hangar avec leur écorce, étoient fort échauffées en 1735. Celles qui n'avoient point leur écorce, étoient en meilleur état : il y en avoit même une fort bonne.

Celles qu'on avoit miſes à l'air avec leur écorce, étoient entiérement pourries : celles qui avoient été écorcées, étoient un peu moins gâtées.

Enfin, celles qu'on avoit miſes à la cave, étoient plus ou moins échauffées ; mais celles qui avoient leur écorce, l'étoient plus que celles qui en avoient été dépouillées.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

CETTE Expérience ne differe des précédentes qu'en ce que les arbres ont été abattus dans le mois de Mai 1733.

Toutes les billes abattues le 24 Mai, & qui ont été jettées à l'eau dans le mois de Juillet ſuivant, ſe ſont trouvées très-bonnes en 1735.

Entre celles qu'on a miſes ſous un hangar, toutes celles qui étoient écorcées étoient bonnes ; une dans ſon écorce s'eſt

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 223 sur 651

trouvée bonne ; les deux autres commençoient à s'échauffer.

A l'égard de celles qu'on a laiſſées à l'air, celles qui avoient leur écorce, étoient ou pourries, ou échauffées.

Entre celles qui avoient été dépouillées de leur écorce, il s'en eſt trouvé une dont le bois étoit bon ; les deux autres l'avoient un peu échauffé.

Toutes celles qui ont été miſes à la cave avec leur écorce, étoient gâtées ; celles qu'on avoit dépouillées de leur écorce, commençoient à s'échauffer.

§ 4. QUATRIEME EXPÉRIENCE.

J'AJOUTE aux Expériences que je viens de rapporter, qu'ayant fait débiter en planches de gros Aulnes en Septembre 1732, le premier Mars 1733, quinze de ces planches furent jettées à l'eau. On les en retira dans le mois de Septembre pour les dépoſer ſous un hangar ; & en 1735, elles ſe trouverent très-bonnes.

De plus on a abattu des Aulnes ; on les a mis flotter pendant un an ; on les a retirés de l'eau, & on les a laiſſés cinq à ſix mois à l'air ; on les a équarris. On les a rejettés à l'eau, où ils ont paſſé près d'un an. Quelque temps après qu'ils en ont été retirés, on les a travaillés, & on en a fait les ſolives d'un petit bâtiment de Payſan, où on les a trouvées aſſez ſaines au bout de dix-huit ans.

CONSÉQUENCES qu'on peut tirer des Expériences précédentes.

1°, Qu'il y a quelqu'avantage à ne pas laiſſer long-temps les bois dans leur écorce : ſouvent aux bois durs de bonne qualité, l'écorce eſt vermoulue, & les vers ne peuvent pénétrer dans l'intérieur du bois ; mais aux bois tendres, les inſectes pénetrent dans la ſubſtance ligneuſe.

2°, Qu'il vaut mieux tenir les bois ſous des hangars, qu'expoſés aux injures de l'air.

3°, Qu'il n'eſt point avantageux de les tenir dans un lieu humide.

4°, Qu'il eſt à propos de mettre les bois qui ſont ſujets à être piqués des vers paſſer quelque temps dans l'eau auſſi-tôt qu'ils ſont abattus, préférant de perdre un peu de la force de ces bois dans la vue de les préſerver des vers. Cela vient d'être prouvé dans l'Article X. Il eſt vrai que les Expériences que nous venons de rapporter ne paroiſſent avoir d'application directe qu'aux bois tendres, & particuliérement à celui d'Aulne. Quand cela ſeroit, elles ne ſeroient pas inutiles. Mais elles peuvent auſſi s'appliquer très-bien aux bois de Chêne, d'Orme, de Noyer qui ſouvent deviennent la pâture des inſectes, lorſqu'ils ſont de médiocre qualité.

CHAPITRE V.

Des Bois qu'on fait flotter dans l'eau de la Mer.

IL N'A ÉTÉ queſtion juſqu'à préſent que des bois qu'on a flottés dans l'eau douce : il faut maintenant examiner ce qui arrive quand on les flotte dans l'eau de la mer ; car quelques-uns ont cru que le ſel de cette eau pourroit contribuer à leur conſervation. On ſait que l'eau de la mer ſe corrompt au moins auſſi promptement que l'eau douce : mais il pourroit arriver que l'eau s'évaporant, le ſel reſteroit dans le bois, & contribueroit à ſa conſervation.

ARTICLE I. *Suite d'Expériences ſur l'imbibition des Bois plongés dans l'eau de la Mer.*

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

UN parallélipipede de bois de Hollande extrêmement ſec, qui avoit 20 ½ pouces de longueur, 11 ½ de largeur, & 11 d'épaiſſeur, peſoit 89 liv. 10 onc. d'où il ſuit qu'un pied cube de

de ce bois auroit pesé 59 liv. 11 onces $\frac{2}{3}$. Cette piece fut mise dans l'eau de mer le 10 Décembre au matin; le soir, non-seulement elle flottoit, mais de plus elle soutenoit sur l'eau un poids de 24 liv. 5 onc. & une once de plus la faisoit enfoncer dans l'eau.

Le 11 du même mois, elle soutenoit . . .	21 l.	2 onc.	Le 31	10 l.	15 onc.
Le 12	18	7	Le 12 Janvier.	7	10
Le 14	16	14	Le 21	6	1
Le 17	16	4	Le 1 Février.	4	15
Le 22	13	9	Le 12	4	2

Cette piece a toujours resté pendant ce temps dans l'eau, & elle n'étoit pas encore à beaucoup près assez pesante pour aller au fond de l'eau.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

UN bout de soliveau sec, de la Forêt de Saint-Germain, qui avoit 7 pouces d'équarrissage sur 2 pieds de longueur, pesoit 42 liv. 6 onc.

Ainsi le pied cube de ce bois pesoit 62 liv. 4 onc. c'est 2 liv. 9 onc. de plus que le bois de Hollande.

On l'a mis dans l'eau de mer le 10 Décembre au matin; le soir il soutenoit 10 liv. 14 onc. & une once de plus le faisoit enfoncer dans l'eau.

Le 11 du même mois il soutenoit	9 l.	6 onc.	Le 31	7 l.	$3\frac{1}{2}$
Le 12	8	15	Le 12 Janvier.	6	14
Le 14	8	7	Le 21	6	9
Le 17	8	0	Le 1 Février.	6	5
Le 22	7	10	Le 12	6	$1\frac{1}{2}$

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

COMME je vis qu'il ne m'étoit pas possible de suivre cette

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 226 sur 651

Expérience juſqu'à l'imbibition parfaite, je pris un bout de ſoliveau de bois de Normandie de 2 pieds de longueur ſur 7 pouces d'équarriſſage ; il étoit retiré de l'eau de la mer depuis huit mois, & il y avoit ſéjourné plus d'un an ; il peſoit 49 liv. 8 onc. ce qui indique que le pied cube peſoit 72 liv. c'eſt 9 liv. 12 onc. de plus que la piece précédente, ce qui pouvoit venir de ce que le bois en étoit de meilleure qualité, ou qu'il étoit moins ſec.

Et comme on eſtime que l'eau de mer ne peſe gueres plus de 72 liv. je jugeai que le ſoliveau ſeroit tout près d'aller au fond de l'eau : cependant il ſoutint une livre deux onces. On pourroit penſer que l'air adhérent à la ſurface de la piece, pouvoit contribuer à la faire flotter ; mais le ſoir elle portoit encore 14 onc. & demie.

Le 11 elle ſoutenoit. 12 ½ onc.
Le 12 11
Le 14 . . . . . 9 ¾.
Le 17 . . . . . 6 ¾.
Le 22 1
Le 31 elle étoit fondriere, & il falloit 6 onc. pour la faire flotter.
Le 12 Janvier . . . 12 onc.
Le 21 . . . . . 15 ½
Le 1 Février. . . . 19
Le 12 . . . . . 1 liv. 8 ½

CONSÉQUENCES des Expériences précédentes.

Par cette Expérience, on étoit bien parvenu à rendre aſſez promptement ce ſoliveau fondrier ; mais il auroit fallu la continuer bien long-temps pour parvenir à une parfaite imbibition, on n'en peut pas douter après les Expériences que nous avons rapportées plus haut. Il s'en faut donc beaucoup que ces Expériences ayent été achevées ; cependant j'ai cru devoir les rapporter, parce qu'elles pourront être de quelque utilité à ceux qui font des Radeaux & des Trains, ou d'autres établiſſements qui ne flottent que par la légéreté du bois. Car on apperçoit à peu près ce qu'ils perdent de leur légéreté relative à l'eau, dans un temps donné.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 227 sur 651

§4. QUATRIEME EXPÉRIENCE,
Qui indique à peu près la quantité d'eau de mer dont ſe peut charger un pied cube de bois de Chêne.

DANS le même temps, nous fîmes tirer de l'eau de la mer un vieux pilotis qui y étoit depuis cinquante ou ſoixante ans : comme la ſuperficie en étoit couverte de coquillage, & comme elle étoit outre cela rongée par des inſectes à la profondeur d'une ou de deux lignes ; nous fîmes enlever cette croûte défectueuſe, & la piece de bois ſe trouva réduite à 22 pouces de longueur ſur 7 de largeur. Le bois en paroiſſoit très-ſain : il étoit fort dur ſous la coignée ; les copeaux qu'on enlevoit étoient très-ſolides & plus durs que n'auroient été ceux de bois neuf. Cette piece peſoit 57 liv. 14 onc. ce qui revient à 83 liv. 2 onc. & demie pour le poids d'un pied cube de ce bois ; l'ayant mis dans l'eau de la mer, il fallut 5 liv. 15 onc. pour la ramener à la ſurface de l'eau. Ainſi un pied cube de ce bois peſoit 9 liv. $\frac{1}{2}$ plus que l'eau de la mer.

En ſuppoſant que ce bois étant ſec, & avant d'être employé en pilotis, eût peſé 60 liv. le pied cube, ce qui fait le poids ordinaire des bois de Chêne de l'intérieur du Royaume, ſon poids, par le long ſéjour qu'il avoit fait dans l'eau, auroit augmenté de 23 liv.

J'aurois fort deſiré pouvoir ſuivre le deſſéchement de ce morceau de bois, ainſi que l'imbibition des autres ; mais cela ne m'étoit pas poſſible. Voici des Expériences qui ont été ſuivies avec plus de ſoin.

ARTICLE II. *Autre ſuite d'Expériences ſur l'imbibition du Bois plongé dans l'eau de la Mer.*

LES Expériences que j'ai rapportées plus haut, m'ayant convaincu que l'eau eſt long-temps à pénétrer parfaitement un petit morceau de bois, je me propoſai de connoître ſi la ſuperficie d'une piece de bois peut, pour ainſi dire, ſe raſſaſier d'un fluide pen-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 228 sur 651

dant que le centre de cette même piece n'auroit pas encore été pénétré par ce fluide.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

UN bout de ſoliveau de 6 pieds de longueur, de 12 & 11 $\frac{1}{2}$ pouces d'équarriſſage, franc d'aubier, cubant 5 pieds 9 pouces, chaque pied cube peſoit 69 liv. 12 onc.

Cette piece ayant reſté ſix mois ſubmergée d'eau de mer, chaque pied cube peſoit 71 liv. 2 onc.

Ainſi le poids de chaque pied cube étoit augmenté de 1 liv. 6 onc. pour avoir reſté ſix mois dans l'eau de la mer.

Ayant fait réduire cette piece à 11 & 11 pouces d'équarriſſage, chaque pied cube peſoit 72 liv. 15 onc.

Ainſi, ayant retranché du bois de la ſuperficie, qui naturellement devoit être plus pénétré que l'intérieur, le bois ſe trouvoit néanmoins plus peſant de 1 livre 13 onces par pied cube.

En ſuivant notre Expérience, cette même piece fut réduite à 8 & 8 pouces d'équarriſſage : pour lors chaque pied cube ne peſoit plus que 70 liv. Elle étoit de 2 liv. 15 onc. moins peſante qu'à la précédente peſée. Seroit-ce parce qu'elle auroit été moins pénétrée d'eau ? je le penſois d'abord ; mais l'ayant réduite à 6 & 6 pouces d'équarriſſage, le pied cube auroit dû devenir plus léger, ſi la légéreté de la précédente peſée étoit venue de ce que l'eau n'avoit pas pénétré auſſi avant dans la piece ; mais cette ſuppoſition fut détruite, puiſqu'à cette derniere peſée le pied cube ſe trouva de 70 liv. 8 onc. de ſorte que chaque pied cube étoit de 8 onc. plus peſant qu'à la précédente peſée.

En réfléchiſſant ſur ces variétés de poids, il me parut qu'elles pouvoient dépendre de pluſieurs cauſes, ſavoir, 1°, de l'eau qui s'étoit introduite dans le bois ; 2°, de la différente denſité du bois de la circonférence & de celui du centre, qui, comme je l'ai prouvé dans le Traité de l'*Exploitation des Forêts*, eſt plus peſant dans les jeunes bois, & plus léger dans les vieux ; 3°, de ce que le fluide peut s'inſinuer avec plus de force, & en plus

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 229 sur 651

grande abondance, dans des bois plus denſes que dans d'autres. Pour eſſayer d'éclaircir ces doutes, je fis l'Expérience ſuivante.

§ 2. *SECONDE EXPÉRIENCE.*

POUR tenter de parer à ces inconvénients, & dans la vue de me mettre à portée de diſtinguer ce qui dépendoit de la quantité d'eau aſpirée par le bois, ou de la différente peſanteur des différentes couches ligneuſes, je pris deux ſoliveaux de 6 pieds de longueur, 12 & 12 pouces d'équarriſſage, autant qu'il étoit poſſible, de la même qualité de bois. Un de ces ſoliveaux numéroté *A*, fut mis dans l'eau de la mer, où il reſta cinq mois; l'autre, numéroté *B*, ne fut point mis dans l'eau.

Le ſoliveau *A*, avant d'être mis à l'eau, peſoit par pied cube 71 liv. & le ſoliveau *B*, auſſi par pied cube, 70 liv.; ainſi chaque pied cube de *A*, peſoit 1 liv. plus que chaque pied cube de *B*.

A, ayant reſté cinq mois dans l'eau de la mer, peſoit 73 liv. 8 onces, ſon poids n'étoit donc augmenté que de 2 liv. 8 onc.

A, ayant été réduit à 11 & 11 pouces, le pied cube peſoit 75 liv. ainſi il s'eſt trouvé augmenté de 1 liv. 8 onc.

B, ayant pareillement été réduit à 11 & 11 pouces, chaque pied cube peſoit 71 liv., c'eſt-à-dire, une liv. de plus que quand il portoit 12 & 12.

D'où il ſuit que ſi l'on étoit certain que le bois des deux ſoliveaux *A* & *B* eût été abſolument pareil, l'augmentation réelle de *A*, après avoir ſéjourné dans l'eau, ne ſeroit que de 8 onces.

L'équarriſſage de *A* étant réduit à 8 & 8, chaque pied cube peſoit 72 liv. & 12 onc.; ainſi il étoit de 2 liv. 4 onc. moins peſant que quand il avoit 11 & 11.

L'équarriſſage de *B* étant pareillement réduit à 8 & 8 pouces, chaque pied cube s'eſt trouvé peſer 75 liv. c'eſt 4 liv. de plus que lorſqu'il avoit 11 & 11 d'équarriſſage: ce qui ne peut venir que de l'augmentation de denſité des couches ligneuſes. Apparemment que les couches ligneuſes de *A* avoient diminué de denſité, pendant que les couches ligneuſes de *B* étoient de-

venues plus denſes; ce qui ne paroîtra pas ſingulier ſi l'on ſe rappelle les Expériences que j'ai rapportées ſur la différente denſité des couches ligneuſes dans le Traité de l'*Exploitation*.

L'équarriſſage du ſoliveau *A* ayant été réduit à 6 & 6, chaque pied cube peſoit 72 liv. 3 onc. c'eſt 9 onc. de moins que quand il portoit 8 & 8.

L'équarriſſage de *B*, ayant pareillement été réduit à 6 & 6 pour chaque pied cube, s'eſt trouvé peſer 73 liv., c'eſt 2 liv. de moins que quand ſon équarriſſage étoit de 8 & 8; ce qui ne peut venir que de ce que les couches ligneuſes du centre de cette piece étoient moins denſes que la couronne qu'on a emportée pour la réduire de 8 à 6; mais ce bois étoit encore de meilleure qualité que celui de la ſuperficie, puiſque chaque pied cube peſoit 3 liv. de plus qu'au commencement de l'Expérience: & de même le centre de la piece *A* étoit d'une liv. 3 onc. plus peſant qu'avant qu'il eût été dans l'eau: ce qui me fait penſer que l'eau n'avoit pas pénétré juſqu'à ces couches ligneuſes. Je tire cette conſéquence de ce que le poids du ſoliveau *B* a encore plus diminué que celui du ſoliveau *A*.

Il eſt évident que les différentes peſanteurs de ces ſoliveaux réduits à différentes épaiſſeurs, ne viennent point principalement de l'eau dans laquelle le ſoliveau *A* a trempé, puiſqu'elle s'eſt pareillement remarquée au ſoliveau *B*, qui n'avoit point été dans l'eau; ainſi cette Expérience, intéreſſante à pluſieurs égards, ne m'a point fourni les lumieres que j'en eſpérois.

ARTICLE III. *Premiere ſuite d'Expériences exécutées en Provence en 1734 ſur des Bois de Bourgogne ſecs.*

M. D'HÉRICOURT, qui étoit Intendant des Galeres à Marſeille, s'intéreſſant beaucoup à mes recherches, me fourniſſoit tous les moyens d'exécuter mes Expériences avec préciſion & avec toutes les commodités poſſibles: il ne pouvoit alors me procurer rien de plus avantageux que d'engager M. Garava-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 231 sur 651

que, Ingénieur de la Marine, à exécuter les Expériences que nous imaginerions pouvoir être propres à notre instruction.

On tira d'un même bordage de Chêne de Bourgogne, qui étoit refendu à la scie depuis deux ans, & qui paroissoit bien sec, quatre morceaux de bois qui avoient chacun bien exactement 2 ½ pieds de longueur, 6 pouces de largeur, & 1 ½ d'épaisseur. Ils pesoient chacun 5 liv. 1 once.

§ 1. *Premiere Opération.*

Un de ces morceaux de bois fut déposé dans un Magasin fort aéré le 21 Juillet 1734.

	livr.	onc.	gr.
Le 22 comme le jour précédent.....	5	1	0
Le 23 de même.			
Le 27 de même.			
Le 28 de même.			
Le 29 de même.			
Le 30 de même.			
Le 31 de même.			
Le 9 Août.....	5	0	4
Le 16.....	5	0	0
Le 23 de même.			
Le 30.....	5	0	0
Le 30 Septembre...	5	0	4
Le 30 Octobre.....	5	1	0
Le 30 Novembre...	5	6	0
Le 30 Décembre...	4	15	2
Le 6 Février 1735.	5	1	2
Le 6 Avril.....	5	1	0
Le 6 Mai.....	4	15	2
Le 6 Juin.....	5	8	0

Résumé.

Ainsi depuis le 21 Juillet 1734 jusqu'au 6 Avril 1735, ce morceau de bois n'avoit point perdu de son poids; il avoit seulement fait l'hygrometre, augmentant ou diminuant de poids suivant la situation de l'athmosphere: & définitivement le 6 Juin 1735 son poids étoit augmenté de 7 onc. ce qu'on ne peut attribuer qu'aux changements qui arrivoient dans l'athmosphere.

§ 2. *Seconde Opération.*

Un pareil morceau de bois fut déposé dans un Magasin peu aéré.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 232 sur 651

	livr.	onc.	gr.
Le 22 Juillet comme le 21.....	5	1	0
Le 23 de même.			
Le 27 de même.			
Le 28 de même.			
Le 29 de même.			
Le 30.....	5	1	2
Le 31 de même.			
Le 9 Août.....	5	2	0
Le 16 de même.			
Le 23 de même.			
Le 30 de même.			
Le 30 Septembre....	5	2	4
Le 30 Octobre.....	5	1	4
Le 30 Novembre de même.			
Le 30 Décembre....	4	15	0
Le 6 Février 1735..	4	15	6
Le 6 Avril de même.			
Le 6 Mai.....	4	14	0
Le 6 Juin.....	4	15	2

RÉSUMÉ.

Ainsi le poids de ce morceau de bois qui avoit d'abord augmenté d'une once, se trouva, à la fin de l'Expérience, plus léger qu'il n'étoit au commmencement d'une once 6 gros.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

Un pareil morceau de bois fut mis dans l'eau de la mer; & toutes les fois qu'on le pesoit pour connoître l'augmentation de son poids, on le tiroit de l'eau, & on l'essuyoit pour le peser dans l'air.

	livr.	onc.	gr.
Le 21 Juillet, avant de le mettre dans l'eau, il pesoit comme les autres.....	5	1	0
Le 22 Juillet.....	5	4	0
Le 23.....	5	6	0
Le 27.....	5	9	0
Le 28 de même.			
Le 29.....	5	9	4
Le 30 de même.			
Le 31.....	5	9	0
diminué de			4
Le 9 Août.....	5	12	4
Le 16.....	5	15	2
Le 23.....	6	1	0
Le 30.....	6	2	2
Le 30 Septembre....	6	7	6
Le 30 Octobre.....	6	10	6
Le 30 Novembre....	6	11	2
Le 30 Décembre....	7	5	2
Le 6 Février 1735..	7	6	2
Le 6 Avril.....	7	7	0
Le 6 Mai.....	7	4	6
Le 6 Juin.....	7	3	2

RÉSUMÉ.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 233 sur 651

RÉSUMÉ.

Ainsi depuis le 21 Juillet 1734 jusqu'au 6 Juin 1735, ce morceau de bois s'est chargé de 2 livres 2 onces 2 gros de l'eau de la mer.

Il ne faut pas être surpris de la diminution qui est arrivée le 31; on a vu que cela est arrivé dans l'eau douce, & je crois devoir l'attribuer à des bulles d'air qui se dilatent, & font sortir de l'eau qui étoit dans les pores; mais quand cet air s'est échappé, il doit s'insinuer beaucoup d'eau dans les pores du bois; c'est pourquoi on l'a vu beaucoup augmenter de poids immédiatement après. Je me suis étendu ci-dessus sur l'explication de ce fait; ainsi je n'insisterai pas davantage sur ce point.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ELLE est tout-à-fait la même que la précédente; excepté que le morceau de bois qui étoit entiérement semblable, a été mis dans de l'eau douce.

	livr.	onc.	gr.
Le 22 Juillet, il pesoit	5	4	4
Le 23.....	5	5	4
Le 27.....	5	8	4
Le 28.....	5	9	0
Le 29.....	5	10	2
Le 30.....	5	10	6
Le 31.....	5	11	4
Le 9 Août.....	6	2	4
Le 16.....	6	6	4
Le 23.....	6	9	0
Le 30.....	6	12	4
Le 30 Septembre...	7	4	2
Le 30 Octobre.....	7	10	0
Le 30 Novembre...	7	13	0
Le 30 Décembre....	8	15	8
Le 6 Février 1735.	9	2	2
Le 6 Avril.....	9	2	6
Le 6 Mai.....	9	1	0
Le 6 Juin.....	9	3	2

RÉSUMÉ.

On voit que ce morceau de bois s'est chargé depuis le 21 Juillet 1734 jusqu'au 6 Juin 1735, de 4 livres 2 onces 2 gros d'eau douce, pendant que celui qui a resté le même temps dans l'eau de la mer ne s'en est chargé que de 2 livres 2 onces 2 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 234 sur 651

Ce fait mérite qu'on y prête attention : car, comme l'eau de la mer eſt plus peſante que l'eau douce, je me ſerois attendu à un réſultat tout contraire. Mais on verra dans pluſieurs de nos Expériences, que le bois eſt plus intimement pénétré par l'eau douce que par l'eau de la mer.

ARTICLE IV. *Seconde ſuite d'Expériences faites avec des Barreaux de bois de Bourgogne plus menus que les précédents.*

CES Expériences ont été faites avec du bois pris dans la même piece que les morceaux de l'Expérience précédente, & elles n'en different que parce qu'elles ſont faites avec des Barreaux plus menus. Il nous a paru intéreſſant de répéter les mêmes Expériences avec des bois qui auroient d'autres dimenſions. Nous ne donnâmes donc à nos Barreaux que 3 pouces d'équarriſſage ſur 2 pieds $\frac{1}{2}$ de longueur. Ils peſoient chacun 8 livres.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

UN de ces Barreaux fut dépoſé le 24 Juillet dans un Magaſin fort aéré, où il ſe trouvoit expoſé au grand hâle.

	livr.	onc.	gr.
Le 26 Juillet, il peſoit	7	15	6
Le 27 de même.			
Le 28 de même.			
Le 29 de même.			
Le 30 de même.			
Le 31.....	7	15	4
Le 9 Août.....	7	15	2
Le 16.....	7	15	0
Le 23.....	7	15	2
Le 30 de même.			

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Septembre de même.			
Le 30 Octobre.....	7	15	3
Le 30 Novembre....	7	15	4
Le 30 Décembre....	7	14	0
Le 6 Février 1735.	7	15	6
Le 6 Avril de même.			
Le 6 Mai.....	7	13	2
Le 6 Juin.....	7	15	0

RÉSUMÉ.

Ainſi ce Barreau fort ſec a perdu 1 once de ſon poids. Si à la

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 235 sur 651

derniere pesée l'air avoit été fort humide, il auroit encore moins perdu.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

UN pareil Barreau, pesant 8 livres comme le précédent, fut déposé dans un Magasin peu aéré.

	livr.	onc.	gr.
Le 26 Juillet, il pesoit	7	15	6
Le 27.....	8	0	0
Le 28 de même.			
Le 29.....	8	0	4
Le 30.....	8	1	0
Le 31 de même.			
Le 9 Août.....	8	1	6
Le 16.....	8	2	2
Le 23 de même.			
Le 30 de même.			
Le 30 Septembre....	8	2	4
Le 30 Octobre.....	8	1	4
Le 30 Novembre de même.			
Le 30 Décembre....	7	15	2
Le 6 Février 1735..	8	1	6
Le 6 Avril.....	8	1	0
Le 6 Mai.....	7	15	2
Le 6 Juin.....	8	1	0

RÉSUMÉ.

Ainsi le poids de ce Barreau a augmenté de 1 once en se chargeant de l'humidité de l'air de ce Magasin.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

Un pareil Barreau, pesant aussi 8 livres, a été mis dans l'eau de la mer.

	livr.	onc.	gr.
Le 26 Juillet, il pesoit	8	7	6
Le 27.....	8	9	0
Le 28.....	8	9	4
Le 29.....	8	10	2
Le 30 de même.			
Le 31.....	8	10	6
Le 9 Août.....	9	0	2
Le 16.....	9	3	2
Le 23.....	9	4	6
Le 30.....	9	6	4
Le 30 Septembre....	9	11	4
Le 30 Octobre.....	9	12	4
Le 30 Novembre...	10	0	6
Le 30 Décembre....	11	2	2
Le 6 Février 1735.	11	2	4
Le 6 Avril.....	11	5	0
Le 6 Mai.....	11	2	0
Le 6 Juin.....	11	4	2

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 236 sur 651

RÉSUMÉ.

Ce Barreau plongé dans l'eau de la mer s'eſt chargé de 3 liv. 4 onces 2 gros de cette eau.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

UN pareil Barreau, de même poids que les autres, fut mis dans l'eau douce.

	livr.	onc.	gr.
Le 26 Juillet, il peſoit	8	6	6
Le 27.....	8	7	0
Le 28.....	8	8	0
Le 29.....	8	8	4
Le 30.....	8	9	4
Le 31 de même.			
Le 9 Août.....	8	15	0
Le 16.....	9	2	6
Le 23.....	9	5	0
Le 30.....	9	7	2
Le 30 Septembre....	9	15	0
Le 30 Octobre.....	10	4	4
Le 30 Novembre ...	10	6	2
Le 30 Décembre....	11	10	6
Le 6 Février 1735.	11	14	0
Le 6 Avril.....	11	15	0
Le 6 Mai.....	11	12	6
Le 6 Juin.....	11	15	4

RÉSUMÉ.

Ce Barreau s'eſt chargé de 3 liv. 15 onc. 4 gros d'eau douce; ainſi au contraire du morceau de bois de la premiere Expérience, il s'eſt un peu moins chargé d'eau douce que d'eau ſalée, & cette différence eſt de 11 onces 2 gros.

ARTICLE V. *Troiſieme ſuite d'Expériences ſur des Bois de Bourgogne plus gros que les précédents.*

CETTE Expérience a été faite avec du bois de même qualité; mais c'étoit des bouts de Chevrons refendus dans une groſſe piece : ils avoient 2 pieds 6 pouces de longueur & 4 pouces d'équarriſſage. Ils peſoient chacun 17 livres.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

UN de ces Chevrons fut mis dans un Magaſin fort aéré le 26 Juillet 1734.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 237 sur 651

	livr.	onc.	gr.
Le 29 il pesoit.....	16	14	2
Le 30.....	16	13	0
Le 31.....	16	11	0
Le 9 Août.....	16	1	0
Le 16.....	15	11	4
Le 23.....	15	8	2
Le 30.....	15	5	0
Le 30 Septembre....	14	12	0
Le 30 Octobre.....	14	9	0
Le 30 Novembre....	14	6	2
Le 30 Décembre....	13	4	6
Le 6 Février 1735.	13	7	2
Le 6 Avril.....	13	7	4
Le 6 Mai.....	13	3	2
Le 6 Juin.....	13	5	2

RÉSUMÉ.

Ce bout de Chevron, quoique pris dans une piece abattue depuis deux ans & qui paroissoit seche, a perdu 3 liv. 10 onc. 6 gros de son poids, parce qu'il étoit pris dans une grosse piece. On peut remarquer qu'à la fin de l'Expérience, il faisoit l'hygrometre : cependant je crois qu'il auroit pu encore diminuer de poids.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

UN pareil bout de Chevron fut mis dans un Magasin peu aéré.

	livr.	onc.	gr.
Le 29 il pesoit.....	17	1	4
Le 30 de même.			
Le 31.....	17	0	6
Le 9 Août.....	16	12	2
Le 16.....	16	10	6
Le 23.....	16	9	0
Le 30.....	16	7	2
Le 30 Septembre...	16	1	0
Le 30 Octobre.....	15	7	4
Le 30 Novembre...	15	5	6
Le 30 Décembre....	13	11	6
Le 6 Février 1735..	13	15	4
Le 6 Avril.....	13	15	2
Le 6 Mai.....	13	10	6
Le 6 Juin.....	13	14	2

RÉSUMÉ.

Ce Chevron a perdu de son premier poids 3 liv. 1 onc. 6 gros : il s'en faut 9 onces qu'il n'ait autant diminué que celui qui étoit dans un Magasin fort aéré ; il a fait l'hygrometre.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

UN pareil bout de Chevron a été mis dans l'eau de mer le 26 Juillet 1734.

	liv.	onc.	gr.
Le 29 il pesoit.....	17	3	4
Le 30.....	17	5	2
Le 31.....	17	6	6
Le 9 Août.....	17	13	2
Le 16.....	18	1	0
Le 23.....	18	1	2
Le 30.....	18	2	6
Le 30 Septembre ...	18	7	8
Le 30 Octobre.....	18	11	2
Le 30 Novembre ...	18	13	2
Le 30 Décembre....	19	13	2
Le 6 Février 1735..	19	15	2
Le 6 Avril.....	19	15	6
Le 6 Mai.....	19	11	6
Le 6 Juin.....	19	15	2

RÉSUMÉ.

Ce bout de Chevron s'eſt chargé de 2 livres 15 onces 2 gros d'eau de mer : ainſi ſon poids n'eſt pas augmenté d'un cinquieme.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

UN pareil bout de Chevron a été mis dans l'eau douce le 26 Juillet 1734.

	livr.	onc.	gr.
Le 29 il pesoit	17	7	4
Le 30.....	17	11	0
Le 31.....	17	13	2
Le 9 Août	18	2	4
Le 16.....	18	11	0
Le 23.....	18	15	2
Le 30.....	19	2	6
Le 30 Septembre ...	19	14	0
Le 30 Octobre.....	20	5	4
Le 30 Novembre....	20	9	0
Le 30 Décembre....	22	1	2
Le 6 Février 1735.	22	7	0
Le 6 Avril.....	22	8	4
Le 6 Mai.....	22	3	4
Le 6 Juin.....	22	8	2

RÉSUMÉ.

Ce bout de Chevron s'eſt chargé de 5 liv. 8 onc. 2 gros d'eau douce, c'eſt-à-dire, plus d'un tiers de ſon poids, & 2 liv. 9 onc. de plus que le Chevron qui étoit dans l'eau de mer ; c'eſt ce qui eſt arrivé le plus ordinairement.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 239 sur 651

Article VI. *Quatrieme ſuite d'Expériences ſur des Bois de Provence verds.*

Ayant fait les précédentes Expériences ſur des bois de Bourgogne ſecs, nous nous ſommes propoſés d'en faire ſur des Bois de Provence verds & nouvellement abattus.

On a fait lever à la ſcie dans une piece de bois nouvellement abattue en 1734, quatre petites pieces de bois de 2 pieds 6 pouces de longueur, 3 pouces d'épaiſſeur & 3 de largeur qui peſoient chacune 11 livres 8 onces.

§ 1. *Premiere Opération.*

Un de ces morceaux de bois a été mis le 26 Juillet 1734 dans un Magaſin fort aéré.

	livr.	onc.	gr.
Le 27 il peſoit comme au 26	11	8	0
Le 28	11	6	6
Le 29	11	5	0
Le 30	11	4	0
Le 31	11	2	2
Le 9 Août	10	12	2
Le 16	10	9	0
Le 23	10	8	0
Le 30	10	7	0
Le 30 Septembre	10	1	0
Le 30 Octobre	10	0	6
Le 30 Novembre	9	14	4
Le 30 Décembre	9	2	6
Le 6 Février 1735	9	5	2
Le 6 Avril	9	5	0
Le 6 Mai	9	2	2
Le 6 Juin	9	3	2

Résumé.

Ce morceau de bois a perdu 2 livres 4 onces 6 gros de ſon premier poids ; c'eſt à peu près un cinquieme de diminution.

§ 2. *Seconde Opération*

Un pareil morceau de bois a été mis dans un Magaſin peu aéré.

Le 27 Juillet comme au 26 ..... 11 liv. 8 onc.

	livr.	onc.	gr.
Le 28 Juillet.....	11	6	4
Le 29.....	11	5	0
Le 30.....	11	4	6
Le 31 de même.			
Le 9 Août.....	11	3	6
Le 16.....	11	3	0
Le 23.....	11	1	6
Le 30.....	11	0	6

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Septembre...	10	14	6
Le 30 Octobre.....	10	7	0
Le 30 Novembre...	10	6	6
Le 30 Décembre....	9	4	0
Le 6 Février 1735.	9	6	4
Le 6 Avril de même.			
Le 6 Mai.....	9	3	6
Le 6 Juin.....	9	5	2

RÉSUMÉ.

Ce morceau de bois a perdu 2 liv. 2 onc. 6 gros de son premier poids; c'est 2 onces de moins que le précédent.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

UN pareil morceau de bois a été mis le même jour 26 Juillet 1734 dans l'eau de mer.

	livr.	onc.	gr.
Le 27 il pesoit.....	12	0	0
Le 28.....	12	2	4
Le 29.....	12	3	2
Le 30.....	12	4	4
Le 31.....	12	5	6
Le 9 Août.....	12	9	2
Le 16.....	12	11	4
Le 23.....	12	12	4
Le 30.....	12	13	6

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Septembre...	13	2	4
Le 30 Octobre.....	13	7	0
Le 30 Novembre....	13	8	2
Le 30 Décembre....	13	14	2
Le 6 Février 1735..	13	14	16
Le 6 Avril.....	13	15	0
Le 6 Mai.....	13	11	4
Le 6 Juin.....	13	11	6

RÉSUMÉ.

Ce morceau de bois s'est chargé de 2 liv. 3 onc. 6 gros d'eau de mer: ainsi son poids n'est pas augmenté d'un cinquieme.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

UN pareil morceau de bois a été mis dans l'eau douce le même jour 26 Juillet.

Le

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 241 sur 651

	livr.	onc.	gr.
Le 27, il pesoit.....	11	12	4
Le 28.....	11	13	4
Le 29.....	11	14	4
Le 30.....	11	15	4
Le 31.....	11	15	6
Le 9 Août.....	12	3	0
Le 16.....	12	4	6
Le 23.....	12	5	6
Le 30.....	12	7	0
Le 30 Septembre....	12	10	2
Le 30 Octobre.....	12	12	2
Le 30 Novembre....	12	13	0
Le 30 Décembre....	13	4	4
Le 6 Février 1735..	13	7	6
Le 6 Avril.....	13	8	0
Le 6 Mai.....	13	4	6
Le 6 Juin.....	13	7	6

RÉSUMÉ.

Le poids de ce morceau de bois a augmenté de 1 liv. 15 onc. 6 gros ; c'eſt 4 onces de moins que le précédent.

ARTICLE VII. *Cinquieme ſuite d'Expériences ſur des Bois de Provence plus gros que les précédents.*

ON a levé dans une groſſe piece de bois d'un même arbre, quatre morceaux de bois de 2 pieds 6 pouces de longueur, 6 & 4 pouces d'équarriſſage : ils peſoient chacun 32 livres.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

LE 26 Juillet 1734, on mit un de ces morceaux de bois dans un Magaſin fort aéré.

	livr.	onc.	gr.
Le 27, il peſoit.....	31	15	4
Le 28.....	31	10	4
Le 29.....	31	9	6
Le 30.....	31	5	6
Le 31.....	31	1	6
Le 9 Août.....	29	15	0
Le 16.....	29	13	4
Le 23.....	28	12	6
Le 30.....	28	6	0
Le 30 Septembre....	27	5	4
Le 30 Octobre.....	26	12	2
Le 30 Novembre	26	6	0
Le 30 Décembre....	22	14	2
Le 6 Février 1735..	22	2	6
Le 6 Avril.....	23	0	6
Le 6 Mai.....	22	8	6
Le 6 Juin.....	22	11	2

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 242 sur 651

RÉSUMÉ.

Le poids de ce morceau de bois a diminué de 9 livres 4 onc. 6 gros.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

UN pareil morceau de bois a été mis dans un Magasin peu aéré le 26 Juillet.

	livr.	onc.	gr.
Le 27, il pesoit.....	31	15	4
Le 28.....	31	10	6
Le 29.....	31	10	0
Le 30.....	31	7	2
Le 31.....	31	6	6
Le 9 Août.....	31	1	6
Le 16.....	30	14	4
Le 23.....	30	11	2
Le 30.....	30	8	0

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Septembre....	29	13	2
Le 30 Octobre.....	28	2	0
Le 30 Novembre....	27	13	2
Le 30 Décembre....	23	8	0
Le 6 Février 1735..	23	12	4
Le 6 Avril.....	23	9	0
Le 6 Mai.....	23	0	4
Le 6 Juin.....	23	3	4

RÉSUMÉ.

Ce morceau de bois a perdu 8 livres 12 onc. 4 gros de son poids ; ainsi il a perdu 8 onces 2 gros moins que le précédent.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

UN morceau de bois pareil aux précédents a été mis dans l'eau de mer le 26 Juillet 1734.

	livr.	onc.	gr.
Le 27, il pesoit.....	32	7	0
Le 28.....	32	8	0
Le 29.....	32	8	6
Le 30.....	32	9	2
Le 31.....	32	9	6
Le 9 Août.....	32	12	0
Le 16.....	32	12	6
Le 23.....	32	13	6
Le 30.....	32	14	6

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Septembre....	33	1	0
Le 30 Octobre.....	33	2	2
Le 30 Novembre....	33	3	4
Le 30 Décembre....	33	11	6
Le 6 Février 1735..	33	14	0
Le 6 Avril.....	33	13	6
Le 6 Mai.....	33	6	6
Le 6 Juin.....	33	12	6

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 243 sur 651

RÉSUMÉ.

Comme ce morceau de bois étoit plein de seve, son poids n'a augmenté que d'une livre 12 onces 6 gros.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

UN morceau de bois pareil aux précédents a été mis dans l'eau douce le 26 Juillet.

	livr.	onc.	gr.
Le 27, il pesoit.....	32	7	6
Le 28.....	32	8	2
Le 29.....	32	8	6
Le 30.....	32	9	2
Le 31.....	32	9	6
Le 9 Août.....	32	14	0
Le 16.....	33	0	0
Le 23.....	33	1	4
Le 30.....	33	3	2
Le 30 Septembre....	33	7	4
Le 30 Octobre.....	32	9	4
Le 30 Novembre....	33	10	6
Le 30 Décembre....	33	15	0
Le 6 Février 1735 .	34	6	2
Le 6 Avril.....	34	6	6
Le 6 Mai.....	33	14	6
Le 6 Juin.....	34	5	2

RÉSUMÉ.

Le poids de ce morceau de bois a augmenté de 2 livres 5 onces 2 gros; c'est 8 onces 4 gros de plus que celui qui a été plongé dans l'eau de mer.

ARTICLE VIII. *Sixieme suite d'Expériences faites sur du Bois de Pin.*

NOUS avons voulu connoître ce qui arriveroit au bois de Pin : pour cela nous avons fait lever à la scie dans une piece de bois quarré, abattue en 1733, quatre bouts de Chevrons de 2 pieds 6 pouces de longueur, & 3 pouces d'équarrissage. Le 28 Juillet 1734 ils pesoient chacun 4 livres 10 onces.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

ON en mit un dans un Magasin fort aéré.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 244 sur 651

	livr.	onc.	gr.
Le 29, il pesoit de même	4	10	0
Le 30	4	10	4
Le 31	4	9	4
Le 9 Août	4	6	6
Le 16	4	5	6
Le 23 de même.			
Le 30	4	7	2
Le 30 Septembre	4	6	0
Le 30 Octobre	4	6	6
Le 30 Novembre	4	6	2
Le 30 Décembre	4	5	2
Le 6 Février 1735	4	6	4
Le 6 Avril	4	6	2
Le 6 Mai	4	4	6
Le 6 Juin	4	5	6

RÉSUMÉ.

Ce bout de Chevron n'avoit donc perdu que 4 onces 2 gros de son premier poids, & on voit que le Pin fait beaucoup plus l'hygrometre que le Chêne : car si l'on partoit de la pesée du 6 Mai, il auroit perdu 5 onces 2 gros de son premier poids.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON mit dans un Magasin peu aéré un pareil Chevron.

	livr.	onc.	gr.
Le 29 Juillet, il pesoit	4	11	0
Le 30	4	11	4
Le 31	4	11	2
Le 9 Août	4	11	6
Le 16	4	11	2
Le 23	4	10	6
Le 30	4	10	4
Le 30 Septembre	4	11	6
Le 30 Octobre	4	9	6
Le 30 Novembre	4	9	2
Le 30 Décembre	4	7	2
Le 6 Février 1735	4	9	0
Le 6 Avril	4	8	6
Le 6 Mai	4	7	2
Le 6 Juin	4	8	6

RÉSUMÉ.

Ce morceau de bois, qui a encore plus fait l'hygrometre que le précédent, n'a perdu qu'une once 2 gros de son poids.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

UN pareil bout de Chevron a été mis dans l'eau de mer.

Le 29 Juillet, il pesoit..... 5 liv. 2 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 245 sur 651

	livr.	onc.	gr.
Le 30	5	4	0
Le 31	5	5	2
Le 9 Août	6	2	2
Le 16	6	12	0
Le 23	6	14	4
Le 30	7	1	2
Le 30 Septembre de même.			

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Octobre	7	5	6
Le 30 Novembre	7	12	2
Le 30 Décembre	8	11	4
Le 6 Février 1735	8	9	6
Le 6 Avril	8	10	4
Le 6 Mai	8	9	2
Le 6 Juin	8	10	0

RESUME'.

Ce morceau de bois qui a fait prodigieuſement l'hygrometre, s'eſt chargé définitivement de 4 livres de l'eau de la mer : ainſi ſon poids eſt preſque doublé.

§ 4. QUATRIEME OPERATION.

Un pareil Chevron a été mis dans l'eau douce le 28 Juillet.

	livr.	onc.	gr.
Le 29, il peſoit	5	5	0
Le 30	5	8	2
Le 31	5	10	4
Le 9 Août	6	12	0
Le 16	7	1	4
Le 23	7	3	4
Le 30	7	5	4
Le 30 Septembre	8	1	2

	livr.	onc.	gr.
Le 30 Octobre	8	9	2
Le 30 Novembre	8	12	0
Le 30 Décembre	10	2	2
Le 6 Février 1735	10	3	6
Le 6 Avril	10	7	4
Le 6 Mai	10	4	6
Le 6 Juin	10	7	2

RESUME'.

Ce morceau de bois s'eſt chargé de 5 livres 13 onc. 2 gros d'eau douce ; c'eſt 1 livre 13 onces 2 gros de plus que celui qui a été dans l'eau de mer ; & il n'a pas fait l'hygrometre comme l'autre. Son poids eſt beaucoup plus que doublé, ce qui n'eſt pas arrivé au bois de Chêne.

ARTICLE IX. *REMARQUES ſur les ſix précédentes ſuites d'Expériences.*

1°, Les pieces de la premiere de ces ſix ſuites d'Expériences

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 246 sur 651

étoient quatre morceaux de bois de Bourgogne, de la coupe de 1732; tous les quatre refendus dans la même piece, réduits d'égale épaiſſeur, largeur & longueur, & dont le bois étoit très-ſec, parce que la piece dont ils avoient été tirés n'étoit pas épaiſſe.

2°, Les pieces de la ſeconde ſuite d'Expériences ayant été priſes des mêmes bordages que celles de la premiere, étoient pareillement très-ſeches, mais de dimenſions différentes & plus minces.

3°, Les morceaux de la troiſieme ſuite d'Expériences, provenants d'une piece de bois quarré plus groſſe que les bordages qui avoient fourni les pieces de la premiere & ſeconde ſuite, étoient moins ſecs, quoique de bois de Bourgogne & de la coupe de 1732; ce bois, qui avoit perdu une partie de ſa ſeve, n'étoit donc pas auſſi ſec que celui des premiere & ſeconde ſuites d'Expériences.

4°, Les pieces de la quatrieme ſuite avoient été priſes dans les branches d'un Chêne de Provence qu'on venoit d'abattre en 1734, ſix ſemaines avant le commencement des Expériences: ils avoient donc preſque toute leur ſeve.

5°, Il en eſt de même des pieces de la cinquieme ſuite, excepté qu'on les avoit tirées d'une groſſe piece du même arbre.

6°, Les pieces de bois de Pin qui ont ſervi à la ſixieme ſuite d'Expériences, provenoient d'une piece quarrée qui avoit été abattue en 1733, & dont le bois paroiſſoit aſſez ſec.

§ 1. *Résultat d'une viſite faite à la fin d'Août 1734.*

I. On a remarqué que la piece de la premiere ſuite d'Expériences miſe dans un Magaſin aéré, ne s'eſt trouvée diminuée que d'une once: cependant elle n'avoit qu'un pouce & demi d'épaiſſeur; & étant auſſi mince, elle auroit dû ſécher plus que les pieces plus groſſes. Elle n'avoit éprouvé ni gerçure, ni changement notable depuis le commencement de l'Expérience du 21 Juillet juſqu'à la fin d'Août.

On ne dit rien des autres pieces de cette premiere ſuite qui

ont été miſes dans l'eau de mer, & dans l'eau douce, ſinon, comme on l'a vu dans la Table, que celle qui a été miſe dans l'eau douce a preſque toujours pris beaucoup plus d'eau que celle qui a été miſe dans l'eau ſalée ; on ne voyoit d'ailleurs dans ces pieces aucune altération extérieure, ſi ce n'eſt un petit gonflement dans leurs maſſes, mais preſque inſenſible à la meſure.

II. Les pieces de la ſeconde ſuite d'Expériences miſes dans le Magaſin fort aéré & dans celui qui l'étoit moins, n'ont éprouvé aucun changement notable, parce que le bois en étoit ſec ; les ſemblables dans l'eau de mer & dans l'eau douce, ont augmenté de poids, comme on voit dans la table ; & l'augmentation a été plus grande dans l'eau douce que dans l'eau ſalée.

III. La piece de la troiſieme ſuite d'Expériences qui étoit nouvellement refendue dans une groſſe piece, avoit, lorſqu'on la mit dans le Magaſin aéré, quelques gerçures ſur le fil ; mais elle n'en avoit aucune ſur le bois debout : les anciennes gerçures ſur le bois de fil ont conſidérablement augmenté, & il s'en eſt formé, ſur le bois debout, beaucoup de nouvelles dont une étoit plus large que toutes les autres. Il faut obſerver qu'il n'en paroiſſoit aucune le 21 Juillet ſur le bois debout de cette piece.

Ces gerçures s'étendoient du centre vers la circonférence de la piece, c'eſt-à-dire du cœur vers l'écorce, comme on peut voir dans la *Planche VII. Fig. 6, A, B, C, D*, où *A* exprime le centre, *B C D* la circonférence ; les premieres gerçures ont paru ſur la ſurface *C D*, fort peu ſur les ſurfaces *A B* & *A D*, par la raiſon que les gerçures prenoient ces faces preſque parallélement, les gerçures qui ſont en rayons ne coupant point ſes faces. Voyez le *Traité de l'Exploitation des Bois, Liv. IV, Chap. II, pag* 465, où l'on trouve l'explication de ces faits.

La piece de cette troiſieme ſuite, miſe dans un Magaſin moins aéré, n'a reçu preſque aucune altération notable juſqu'au commencement de Septembre. Les autres pieces ſemblables qui étoient dans l'eau de mer & dans l'eau douce n'avoient aucune gerçure ; elles prenoient chaque jour de l'eau diverſement, comme on le voit dans les tables.

IV. La piece de la quatrieme ſuite d'Expériences, miſe dans

un Magaſin fort aéré, s'y gerça conſidérablement; mais les gerçures paroiſſoient plus ſenſibles ſur le bois debout que ſur le bois de fil. On ſe rappellera qu'elle étoit de bois de branchage de Provence nouvellement abattu.

Il s'étoit fait une très-grande gerçure dans toute la longueur de la piece ſur la face *A B*; elle étoit fort large & alloit juſqu'au centre *E* de la piece. Sur les autres faces de cette piece (*Planche VII. Fig. 8*), il n'en paroiſſoit aucune conſidérable, probablement parce que cette gerçure allant d'un bout à l'autre de la piece, laiſſoit aux parties du bois la liberté de ſe reſſerrer ſans l'ouvrir. Il en paroiſſoit ſur la face *B C* quelques-unes preſque inſenſibles. La face *A D* en étoit entiérement exempte. A l'égard de la face *C D*, on n'en pouvoit rien dire à cauſe qu'elle étoit couverte par l'écorce qu'on y avoit laiſſée exprès.

L'autre piece de la quatrieme ſuite, miſe dans un Magaſin peu aéré, commençoit à ſe gercer: auſſi les gerçures en étoient très-profondes, quoique fort peu ouvertes pour lors; car elles prenoient depuis le centre juſqu'à la circonférence ou à l'écorce, & alloient vers l'écorce en s'élargiſſant. On remarquoit qu'elles n'étoient pas ſi larges ſur cette piece que ſur celle dont nous venons de parler: mais il s'en trouvoit beaucoup ſur chacune de ſes faces.

Les autres pieces de cette quatrieme ſuite d'Expériences, miſes dans l'eau de mer ou l'eau douce, n'avoient aucune gerçure; elles ſe chargeoient d'eau diverſement, comme on le voit dans la table.

V. La piece de la cinquieme ſuite d'Expériences, miſe dans le Magaſin fort aéré, ſe gerça conſidérablement, parce que le bois en étoit très-verd; elle étoit priſe de la partie du tronc la plus éloignée du cœur de la piece.

La face *C D*, (*Planche VII. Fig. 7*) étoit gercée tout au long par des gerçures entrecoupées: la face *B C*, qui avoit deux pieds & demi de longueur, n'étoit point gercée dans la longueur d'un pied; mais l'autre pied & demi l'étoit beaucoup: la raiſon de cela paroît dépendre de ce que la piece avoit été refendue, de façon que le cœur du tronc *E* touchoit par l'autre bout

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 249 sur 651

bout de la piece l'angle *A* de la face oppoſée; & comme nous voyons que toutes les gerçures ne paroiſſoient point ſur la face *B C* juſqu'à moitié de la longueur de la piece, il ſemble que, par la même raiſon, cette même face *B C* devoit ſe trouver gercée depuis le milieu juſques vers l'autre bout.

La face *A B*, étoit gercée environ à un pied de longueur, tirant de ce bout à l'autre; mais le reſte de la piece n'étoit point gercé ſur cette face, ce qui paroît dépendre encore de l'obliquité de la piece, relativement à l'arbre d'où on l'avoit tirée.

La face *A D* de la longueur de la piece n'étoit point gercée dans l'eſpace d'un pied & demi de longueur; mais le reſte de la même face avoit deux petites gerçures, prenant la piece en l'effleurant à cauſe de la poſition du centre de l'arbre à l'autre bout de la piece.

La ſeconde piece de cette cinquieme ſuite d'Expériences, miſe dans le Magaſin moins aéré, n'avoit preſque aucune gerçure conſidérable: quelques-unes commençoient cependant à ſe former; mais elles étoient preſque inſenſibles.

Les autres pieces ſemblables, miſes dans l'eau de mer & dans l'eau douce, n'avoient aucunes gerçures; elles ſe chargeoient d'eau diverſement, comme on le voit dans la table.

VI. Les pieces de Pin miſes dans les Magaſins, n'avoient aucunes fentes, parce que ce bois étoit fort ſec; celles qui étoient dans l'eau douce & ſalée s'en chargeoient diverſement.

§ 2. *Observations ſur les variations des mêmes Pieces, depuis le 30 Août 1734 juſqu'au 6 Juin 1735, fin des précédentes Expériences.*

I. La piece de la premiere ſuite d'Expériences dépoſée dans un Magaſin fort aéré, qui étoit diminuée le 30 Août d'une once, a augmenté de poids, ſavoir le 30 Septembre ſuivant d'une demi-once, & le 30 Octobre d'après, d'une autre demi-once; de ſorte qu'au lieu d'avoir continué à diminuer, elle avoit augmenté d'une once pendant ces deux mois; ayant été peſée à la fin d'Octobre, elle ſe trouva revenue à ſon pre-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 250 sur 651

mier poids ; à la fin de Novembre elle peſoit 5 onces de plus, en Décembre 1 onc. 6 gros de moins. Enſuite ayant fait prodigieuſement l'hygrometre, le 6 Juin 1735, ſon poids s'eſt trouvé augmenté de 7 onces.

Cette piece n'avoit éprouvé aucune gerçure, ni aucun changement extérieur, étant en Novembre dans le même état qu'elle étoit ci-devant.

La piece de la même ſuite d'Expériences, dépoſée dans un Magaſin moins aéré, peſoit à la fin d'Octobre 4 gros plus qu'elle ne peſoit quand elle avoit été miſe en expérience : elle avoit augmenté de poids par gradation juſqu'au 30 Septembre, d'une once & demie ; en Octobre, elle eſt revenue à ſon premier poids à une demi-once près, puiſqu'elle ne peſoit plus que 5 livres 1 once 4 gros, & définitivement le 6 Juin 1735, ſon poids étoit diminué de 1 once 6 gros. Au reſte cette piece étoit dans le même état que l'autre : elle n'avoit aucune gerçure, ni aucun changement extérieur.

Les deux pieces qui ont été miſes dans l'eau douce & dans l'eau ſalée, ont toujours augmenté de poids ; mais celle qui étoit dans l'eau douce a augmenté plus que l'autre qui étoit dans l'eau ſalée, comme on le voit dans la table. On a continué de les y laiſſer juſques à ce qu'elles n'ayent plus augmenté.

On peut remarquer que celle qui étoit dans l'eau douce a augmenté en poids de 4 livres 2 onces 2 gros, tandis que celle qui étoit dans l'eau de mer n'a augmenté que de 2 livres 2 onc. 2 gros, d'où l'on doit conclure que l'eau douce pénetre plus facilement le bois que l'eau ſalée.

On ne voyoit aucune altération ſur ces pieces, ſinon un gonflement dans leurs maſſes qui n'étoit preſque pas ſenſible à la meſure.

II. La piece de la ſeconde ſuite d'Expériences, qui fut miſe dans un Magaſin fort aéré le 24 Juillet 1734, n'a diminué que de 4 gros juſqu'en Novembre ; enſuite ſon poids a augmenté, puis diminué, comme on voit à la table ; & après avoir fait l'hygrometre, le 6 Juin 1735 elle avoit perdu 1 once de ſon premier poids.

Cette variation de poids dans une piece expoſée au grand air, ne peut venir que de l'humidité qui étoit répandue dans l'air quand le temps étoit à la pluie, laquelle pénétroit facilement les pores d'un bois qui étoit fort ſec. En effet, c'eſt préciſément dans le temps de l'augmentation de poids qu'il régna pendant des ſemaines entieres des pluies & des brouillards qui rendoient l'air fort humide.

La piece de cette ſuite, dépoſée dans un Magaſin moins aéré, a fait auſſi prodigieuſement l'hygrometre; & après avoir augmenté de poids juſqu'à 2 onc. 4 gros, elle a enſuite été de 6 gros plus légere qu'au commencement de l'Expérience; & définitivement le 6 Juin 1735, elle étoit d'une once plus peſante qu'au commencement de l'Expérience : d'où l'on doit conclure que ce Magaſin donnoit de l'humidité à ce bois qui étoit fort ſec, au lieu de favoriſer la diſſipation du peu de ſeve qu'il avoit.

Ces pieces, dans l'un & l'autre Magaſin, n'éprouverent aucun changement ſenſible; elles n'avoient aucune gerçure, parce que le bois en étoit très-ſec.

Les deux pieces de la même ſuite qui ont été miſes dans l'eau de mer & dans l'eau douce, augmenterent de poids diverſement, comme on voit dans la table; celle qui étoit dans l'eau de mer a augmenté de 3 livres 4 onces 2 gros, & celle qui étoit dans l'eau douce, de 3 livres 15 onces 4 gros : d'où l'on conclut que l'eau douce pénetre le bois bien plus promptement que l'eau ſalée, comme on l'a vu dans les pieces de la premiere ſuite.

III. A l'égard de la piece de la troiſieme ſuite d'Expériences, dépoſée dans un Magaſin fort aéré, on a vu dans les dernieres obſervations compriſes dans les remarques du 30 Août 1734, que cette piece avoit quelques gerçures ſur le bois debout, comme on le voit (*Planche VII. Fig. 9*).

Les gerçures de cette piece ont augmenté conſidérablement en ouverture & en longueur, principalement celles qui étoient marquées *C D*; elles entroient fort avant dans la piece, comme on le voit par le profil *A B C D*, qui repréſente le bois debout

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 252 sur 651

de la piece. Il ne paroiſſoit aucune gerçure ſur les autres faces *B C*, *B A* & *A D*; ces gerçures paroiſſoient un peu lorſqu'elle fut miſe en Expérience.

La piece de la même ſuite, dépoſée dans un Magaſin moins aéré, étoit à peu près dans le même état que ſon égale; elle n'avoit de gerçures conſidérables que ſur une face, qui étoit la même que la face de la piece ci-deſſus, ayant été refendue dans la même piece.

Les deux autres pieces de la même ſuite, miſes dans l'eau de mer & dans l'eau douce, augmenterent de poids diverſement, comme on le voit dans la table; on n'y remarqua aucun changement extérieur, ſinon un gonflement inſenſible à la meſure.

On remarqua que la piece qui étoit dans l'eau douce avoit ſurnagé juſques au 30 Septembre : elle nagea enſuite entre deux eaux juſques au 30 Octobre; en Novembre, elle tomba au fond de l'eau.

IV. La piece de la quatrieme ſuite d'Expériences, qui a été miſe dans un Magaſin fort aéré, étoit en Novembre dans le même état qu'elle étoit le 30 Août 1734; cette grande gerçure ſur la face *A B* (*Fig. 13*) du fil de la piece qui prenoit toute ſa longueur, étoit toujours très-large & alloit en augmentant. On peut croire que cette grande fente avoit fait qu'il ne s'en étoit point formé d'autres ſur les autres faces; car il n'en paroiſſoit aucune en Novembre, peut-être par les raiſons rapportées dans les dernieres obſervations.

La piece (*Planche VII. Fig. 9*) qui étoit dans le Magaſin moins expoſé à l'air, s'étoit gercée différemment. Il s'étoit formé une grande fente ſur la face *A B*, & pluſieurs moins conſidérables ſur toutes ſes autres faces, comme on le voit dans la *Figure*.

On préſume que la raiſon eſt que le cœur du bois étoit preſque au milieu de la piece (*Fig. 9*), au lieu que dans la piece (*Fig. 13*), il étoit près d'une des faces, ce qui fait que comme il s'étoit ouvert pluſieurs fentes ſur la piece (*Fig. 9*), elles étoient moins conſidérables.

Les deux pieces de cette ſuite qui ont été miſes dans l'eau de mer & dans l'eau douce, augmenterent de peſanteur différemment, comme on le voit dans la table.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 253 sur 651

On a remarqué que celle qui trempoit dans l'eau ſalée, & à laquelle on avoit laiſſé exprès toute l'écorce ſur une de ſes faces, reſta ſur l'eau ſans tomber au fond, au lieu que ſon égale de même poids tomba au fond dans l'eau douce. Deux raiſons faiſoient que cette piece ſurnageoit dans l'eau de mer. 1°, L'écorce qu'elle avoit ſur un de ſes côtés, & qui la rendoit plus légere par rapport au volume d'eau qu'elle déplaçoit. 2°, La plus grande peſanteur de l'eau ſalée, par comparaiſon à celle de l'eau douce.

On remarqua encore que celle qui étoit dans l'eau douce avoit deux petites gerçures fort profondes & très-fines, comme il eſt marqué dans la *Planche VII. Fig. 14.*

Celles qui paroiſſoient ſur le bois de fil qui répondoient à celles-ci, étoient preſque inviſibles; néanmoins elles exiſtoient, & l'on jugeoit que lorſque cette piece ſeroit tirée de l'eau, les gerces s'ouvriroient & deviendroient auſſi conſidérables que celles des autres pieces, & peut-être en moins de temps.

V. La piece de la cinquieme ſuite d'Expériences dépoſée dans un Magaſin fort aéré, continua à ſe gercer conſidérablement; ſes gerçures s'élargiſſoient & s'allongeoient notablement ſur les deux faces *B C* & *C D* (*Planche VII. Fig. 10*); ſur la face *A B* de la piece, il s'en forma enſuite quelques-unes qui commençoient à paroître en Novembre.

L'autre face *A D* n'étoit point gercée; la raiſon en eſt que par la diſpoſition du cœur du bois de cette piece, les gerçures prenoient cette face parallélement. Voyez ce que nous avons dit ſur les fentes dans le *Traité de l'Exploit. des Forêts, Liv. IV, Chap. II.*

Cette piece n'étoit gercée que juſqu'à moitié ſur chaque face; car la face *A B* n'étoit gercée que de la moitié en haut, & la face *C D* l'étoit de la moitié en bas. La raiſon de cela vient de ce que le cœur de la piece qui étoit vers l'angle *A* de la piece par un bout, ſe trouvoit vers l'angle oppoſé de l'autre.

La piece de cette ſuite, miſe dans un Magaſin moins aéré, gerçoit conſidérablement en Novembre, nonobſtant l'humidité qui régnoit dans ce Magaſin, & qui avoit fait augmenter de peſanteur les pieces de la premiere & ſeconde Expériences. Les

gerçures de cette piece s'élargirent & s'allongerent très-conſidérablement, & ſembloient faire plus de progrès que dans l'autre piece, quoiqu'elles ne paruſſent que depuis le 30 Août 1734 ; elles devinrent plus larges que dans ſon égale qui étoit au grand air. Cette piece n'étoit gercée que ſur deux faces *B C* & *C D* (*Planche VII. Fig. 11*). La troiſieme face *A D* n'avoit qu'une grande gerçure qui alloit tout au long de la piece vers l'angle *A*, à côté de laquelle il y en avoit d'autres fort petites : la face *A B* étoit tout à fait ſaine & ſans gerçures.

Les deux autres pieces qui avoient été miſes dans l'eau de mer & dans l'eau douce, avoient en Novembre quelques gerçures très-fines qui commençoient à paroître ſur le bois debout ; elles étoient preſque inſenſibles ſur les faces du fil de la piece ; on les appercevoit au bois debout ſur deux côtés, comme on voit dans la *Planche VII. Fig. 12*, qui repréſente le profil de la piece.

On peut remarquer que les deux pieces de cette ſuite qui ont été à l'air, ont diminué conſtamment & preſque uniformément de poids ſuivant les dates des Expériences ; qu'elles n'ont jamais augmenté de poids comme les pieces des premiere & ſeconde ſuites. La raiſon en eſt que celles-ci étoient du bois fort verd, & qu'en cet état le bois n'eſt guere ſuſceptible de l'impreſſion de l'air, puiſque la diminution qu'elles ſouffrent de leur poids eſt plus forte que l'humidité qu'elles reçoivent accidentellement de l'air en temps de brouillards & de pluies ; l'évaporation de la ſeve eſt ſeulement plus ou moins conſidérable ; au lieu que les pieces des premiere & ſeconde ſuites étant d'un bois fort ſec, & ne diminuant plus de poids, l'humidité qu'elles recevoient de l'air en temps de brouillards & de pluies, les pénétroit & augmentoit leur poids. Il eſt vrai que cette humidité priſe de l'air s'évapore facilement, comme l'expérience nous le montre.

Ceci fait voir que les bois qui ſont parvenus juſqu'à un certain point de ſéchereſſe, étant plus ſuſceptibles de recevoir les impreſſions de l'athmoſphere, ne doivent point être expoſés au grand air ; car l'humidité qu'ils reçoivent & qu'ils perdent al-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 255 sur 651

ternativement dans les divers changements de temps, peuvent avancer leur deſtruction.

VI. Les pieces de la ſixieme ſuite d'Expériences de bois de Pin du Dauphiné, n'avoient éprouvé aucun changement ſenſible, point de gerces à celles qui étoient à l'air, aucune altération à celles qui étoient dans l'eau; mais ce bois étoit trop uſé, pour qu'on pût en tirer aucune lumiere.

Eſſayons maintenant de connoître ſi la circonſtance d'avoir ſéjourné dans l'eau de mer, ou dans l'eau douce, influe ſenſiblement ſur la force des bois.

ARTICLE X. *Expériences faites en Provence ſur du Bois de Chêne de cette Province, pour connoître la force du Bois flotté ou non-flotté.*

ON a pris quatre pieces de jeune bois, de 8 à 9 pouces de diametre, de la coupe de Janvier & Février 1732, on les a ſciées de 5 pieds de longueur chacune ſans les façonner; mais on les a fait refendre à la ſcie par le milieu pour avoir deux pieces de bois ſemblables tirées du même corps d'arbre. On les a peſées ſéparément, & les deux moitiés ou *A A*, ou *B B*, &c. ont été réduites à un même poids, & marquées deux à deux par les lettres *A A*, *B B*, *C C*, *D D*.

Les deux premieres *A A* peſoient 49 liv. chacune; les deux *B B*, 74 liv. 8 onces; les deux *CC*, 65 liv. & les deux *D D*, 77 livres, n'ayant aucun égard à leurs dimenſions.

On mit enſuite la moitié de chacune de ces pieces ſous un hangar aſſez aéré, ouvert comme une remiſe ſeulement du côté du levant, & les autres moitiés dans l'eau de la mer, enchaînées fortement au fond de l'eau. Elles ont reſté dix mois dans cet état, depuis le 13 Août 1733 juſqu'au 11 Juin 1734; enſuite on les a tirées, & on les a repeſées.

La piece *A* du hangar peſoit 46 livres, ayant diminué de 3 livres; l'autre piece *A* de la mer peſoit 67 livres, ayant augmenté de 18 liv.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 256 sur 651

La piece *B* du hangar peſoit 69 liv. ayant diminué de 5 liv. 8 onces ; l'autre piece *B* de la mer peſoit 87 livres, ayant augmenté de 12 livres 8 onces.

La piece *C* du hangar peſoit 58 liv. ayant diminué de 7 liv. l'autre piece *C* de la mer peſoit 79 liv. ayant augmenté de 14 livres.

La piece *D* du hangar peſoit 72 liv. ayant diminué de 5 liv. l'autre piece *D* de la mer peſoit 92 livres, ayant augmenté de 15 livres.

On les a miſes enſemble dans divers autres endroits, ſavoir :

Les deux moitiés *A A* dépoſées dans un Magaſin fort aéré ; les deux moitiés *B B*, plongées dans l'eau douce ; les deux moitiés *C C*, dépoſées dans un Magaſin peu aéré ; & les deux autres moitiés *D D*, expoſées à la pluie & au ſoleil.

On a obſervé tous les jours leurs poids & les changements qui leur ſont ſurvenus, dont il a été fait des Tables que nous ne rapporterons point ici, parce qu'elles n'apprendroient rien de plus que celles que nous avons inférées plus haut. Il ſuffira de préſenter des tables particulieres de chacune de ces pieces, de marquer leurs diminutions & leurs augmentations, & de montrer enſuite dans une autre table la force des barreaux provenants de ces mêmes pieces qu'on a fait rompre ſous des poids connus, pour eſſayer de découvrir ſi celles qui avoient été miſes dans l'eau étoient plus fortes ou plus foibles que les autres.

§ 1. *PREMIERE EXPÉRIENCE, ſur les deux pieces A A.*

L'UNE des deux pieces numérotées *A A*, a été miſe ſous le hangar, & ſa pareille dans la mer le 13 Août 1733, & enſuite elles ont été miſes toutes deux dans un Magaſin fort aéré, où elles ont demeuré juſqu'au 30 Janvier 1736 ; après quoi on en a fait de petits barreaux qu'on a rompus ſous des poids connus.

Poids de ces deux Pieces.

Le 13 Août 1733, avant de mettre ces pieces ſous le hangar

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 257 sur 651

gar & dans la mer, elles pesoient chacune 49 livres.

Le 11 Juin 1734, les ayant tirées du hangar & de l'eau de mer pour les mettre dans le Magasin, elles ont pesé, savoir :

	A *tirée du hangar, & mise dans le Magasin fort aéré.*	A *tirée de la mer, & mise dans le Magasin fort aéré.*
	livres.	livr.
Le 11 Juin 1734	46 . .	 67
Le 12.	46 . .	 65
Le 16.	46 . .	. . . . . 61 1/2
Le 17.	46 . .	. . . . . 60 3/4
Le 18.	46 . .	 60
Le 19.	46 . .	. . . . . 59 1/4
Le 21.	46 1/2 . .	 58
Le 22.	46 1/2 . .	. . . . . 57 3/4
Le 5 Juillet	46 3/4 . .	. . . . . 54 1/2
Le 12.	46 3/4 . .	 53
Le 19.	46 1/2 . .	. . . . . 52 1/2
Le 26.	46 1/2 . .	. . . . . 51 1/4
Le 28 Août.	46 . .	 49
Le 28 Septembre	45 1/2 . .	 48
Le 29 Novembre	46 . .	 48
Le 30 Janvier 1735. . .	46 1/2 . .	 48
Le 28 Novembre. . . .	45 1/2 . .	 46
Le 30 Janvier 1736. . .	46 3/4 . .	. . . . . 47 1/4

OBSERVATIONS.

LA piece A, tirée du hangar & mise dans le Magasin fort aéré, ayant diminué sous le hangar de 3 livres pendant un séjour de dix mois, & n'ayant diminué ensuite que d'une demi-livre en dix-sept mois dans un endroit fort aéré & tout à fait semblable au hangar, fait voir,

1°, Qu'elle est parvenue au point d'une très-grande sécheresse, puisqu'elle a cessé de diminuer, & que son poids a augmenté & diminué suivant que le temps étoit plus ou moins sec ou humide.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 258 sur 651

D'où l'on peut conclure 2°, que des pieces de bois de médiocre groſſeur, refendues par le cœur, & miſes ſous un hangar, acquierent en dix mois un degré de ſéchereſſe convenable pour être miſes en œuvre aux conſtructions & aux charpentes, puiſqu'on voit par la table des poids, que cette piece n'a preſque plus perdu de ſon poids en dix-neuf mois dans un endroit fort aéré.

On voit encore dans la même table que la piece *A* tirée de la mer, & miſe dans le même Magaſin fort aéré, après s'être chargée de dix-huit livres d'eau en dix mois qu'elle avoit été dans l'eau de mer, s'en eſt entiérement déchargée en deux mois & demi; d'où l'on peut conclure :

1°, Que tout bois de Chêne de cette dimenſion qui a reſté dix mois dans la mer, ſe décharge de toute l'eau qu'il y a priſe en deux mois & demi, & auſſi d'une grande partie de ſa ſeve. Il ne faut pas oublier que cette Expérience a été faite en Provence où l'air eſt fort ſec.

2°, Ce morceau de bois qui a ſéjourné un temps conſidérable dans la mer, eſt reſté un peu plus peſant que l'autre, puiſque l'on voit que cette piece eſt d'une demi-livre plus peſante que ſon égale qui n'a point été dans l'eau; mais la piece tirée de la mer n'étoit pas auſſi ſeche que l'autre, & ſi on l'avoit conſervée plus long-temps, elle ſeroit devenue ſûrement plus légere que celle à laquelle on la comparoit. Cela eſt bien établi par nombre de nos Expériences. On a ceſſé de la peſer quand on l'a vue ne peſer plus à peu près que le poids de celle à laquelle on la comparoit. J'avoue qu'on auroit dû continuer à la peſer juſqu'à ce qu'elle n'eût plus perdu de ſon poids.

Voyons quelle a été la force de ces deux pieces dans l'état où elles étoient le 30 Janvier 1736.

Examen de la force de ces Bois.

On a refendu ces deux pieces *A*, *A*, pour en former des Barreaux de trois pieds de longueur, un pouce de largeur, & un demi-pouce d'épaiſſeur, & on les a rompus avec les précau-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 259 sur 651

tions que nous marquerons lorſqu'il s'agira de la force des bois.

PREMIERE OPÉRATION.

BARREAUX provenants de la piece *A* tirée du hangar, & miſe dans un Magaſin fort aéré.

1. Barreau. Il n'étoit preſque que d'aubier ; il a rompu par grands éclats étant chargé de . . . 43 liv.
2. Barreau. Il a caſſé net dans un endroit où le bois étoit extrêmement tranché, étant chargé de . . . 61

} Ils ont plié de 3 pouces 6 lignes.

Total. 104

On n'a pu tirer que ces deux barreaux de cette piece, parce que le bois étoit extrêmement tranché par des gerces, & que les morceaux ſe ſéparoient en les travaillant.

SECONDE OPÉRATION.

BARREAUX provenants de la piece *A* tirée de la mer, & miſe dans le même Magaſin fort aéré.

1. Barreau. . . . 59 liv.
2. Barreau. . . . 71
3. Barreau. . . . 47

} Ils ont plié de 2 pouces 6 lignes.

Somme. . 177.

RÉSUMÉ.

On ne peut faire aucune comparaiſon entre ces deux pieces *A* & *A*, à cauſe,

1°, Que la piece *A* tirée du hangar, n'a fourni que deux barreaux, dont un n'étoit preſque que de l'aubier, & le bois de l'autre étoit extrêmement tranché.

2°, Que pour avoir une comparaiſon juſte, il faudroit avoir

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 260 sur 651

même nombre de barreaux, & qui fuſſent tous ſans défaut.

Cependant ſi l'on retranche un tiers de la force des trois barreaux qui ont été à la mer pour n'avoir que la force de deux barreaux, pour la comparer à celle des deux barreaux qui ont toujours été ſous le hangar, chaque barreau pris du morceau de bois qui a été à la mer, porteroit 7 livres de plus que ceux qui ont toujours été ſous le hangar; mais encore un coup on ne peut compter ſur l'exactitude de cette Expérience.

TROISIEME OPÉRATION.

BARREAUX provenants de la piece *A* tirée du hangar, & miſe dans le Magaſin fort aéré, de la même longueur que les précédents, mais d'un pouce d'équarriſſage.

	liv.
Soliveau ſans défaut	315
Il a plié de 2 pouces 6 lignes.	
Autre qui a caſſé par un nœud vers le milieu de la piece, qui tranchoit la moitié des fibres longitudinales du barreau	140
Autre id. qui étoit en partie d'aubier, & à qui il manquoit du bois dans l'épaiſſeur	169
Il a plié d'un pouce 5 lignes.	
Somme . . .	624

RÉSUMÉ.

On ne peut faire de comparaiſon de ces barreaux avec les autres ci-deſſous, à cauſe que le ſecond barreau *A* a caſſé vers le milieu de la piece par un nœud, & que le troiſieme étoit de l'aubier, à qui il manquoit du bois tant ſur l'épaiſſeur que ſur la largeur. On pourroit néanmoins faire quelque comparaiſon en y ſuppléant de cette maniere.

Puiſque le premier barreau *A* ſans défaut a porté 315, on peut ſuppoſer que les deux autres étoient capables d'une pareille force, & alors la force des trois ſeroit de 945 livres.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 261 sur 651

QUATRIEME OPÉRATION.

BARREAUX d'un pouce en quarré, provenants de la piece *A* tirée de la mer, & mise dans le même Magasin fort aéré.

1. Barreau	240 liv.	Courbure	2 pouc.	2 lign.
2. Barreau	290		2	
3. Barreau	270		2	1
Total . .	800.			

RÉSUMÉ.

Ces barreaux n'étoient point tranchés, & n'avoient point de défaut.

Donc les barreaux de la piece tirée du hangar, & qui n'ont point été à la mer, sont de 145 livres plus forts que ceux qui en ont été tirés : mais les rectifications laissant des incertitudes, il faut avoir recours aux Expériences suivantes.

§ 2. SECONDE EXPERIENCE, *sur les deux pieces B, B.*

L'UNE des deux pieces *B*, *B*, a été mise sous le hangar, & sa pareille dans la mer, le 13 Août 1733. Toutes deux ensuite plongées dans l'eau douce jusqu'au 30 Janvier 1736, après quoi on en a fait des barreaux qu'on a fait rompre sous des poids connus.

Poids de ces deux pieces.

Le 13 Août, avant de mettre ces pieces sous le hangar & dans la mer, elles pesoient chacune 74 liv. $\frac{1}{2}$.

Le 11 Juin 1734, les ayant tirées du hangar & de l'eau de la mer pour les plonger dans l'eau douce, elles ont pesé, savoir : celle du hangar diminuée de 5 liv. $\frac{1}{2}$, & celle qui avoit été dans l'eau de la mer, augmentée de 12 liv. $\frac{1}{2}$, l'une & l'autre étant mises dans l'eau douce, ont augmentées, comme il suit.

B *tirée du hangar, & miſe dans l'eau douce.*	livres.	B *tirée de la mer, & miſe dans l'eau douce.*	livr.
Le 11 Juin 1734	69 . .	. . . . .	87
Le 12.	69 . .	. . . . .	87
Le 16.	69 . .	. . . . .	87
Le 17.	69 . .	. . . . .	87
Le 18.	69 . .	. . . . .	87
Le 19.	72 . .	. . . . .	88
Le 21.	75 . .	. . . . .	88
Le 22.	76 $\frac{1}{2}$. .	. . . . .	88
Le 5 Juillet	78 . .	. . . . .	89
Le 12.	79 $\frac{3}{4}$. .	. . . . .	89 $\frac{1}{2}$
Le 19.	80 . .	. . . . .	89 $\frac{3}{4}$
Le 26.	81 . .	. . . . .	89 $\frac{3}{4}$
Le 28 Août.	83 . .	. . . . .	89 $\frac{3}{4}$
Le 28 Septembre. . . .	84 . .	. . . . .	90
Le 29 Novembre	87 . .	. . . . .	92
Le 30 Janvier 1735. . .	88 $\frac{1}{2}$. .	. . . . .	92
Le 28 Novembre	90 . .	. . . . .	92 $\frac{1}{2}$
Le 30 Janvier 1736. . .	92 . .	. . . . .	93

OBSERVATIONS.

ON remarque, 1°, Qu'il faut bien peu de temps au bois plongé dans l'eau douce pour en prendre prodigieuſement, puiſqu'on voit par cette table que cette piece en a pris 10 à 11 liv. dans le premier mois qu'elle y a reſté.

2°, Que le bois de Chêne ſec & refendu qui ſéjourne dix-huit mois dans l'eau douce, s'en charge ſi conſidérablement que l'eau qu'il y prend égale le tiers du poids de la piece plongée, puiſque cette piece a pris 23 livres d'eau, & qu'elle peſoit à la fin 92 liv.

3°, On remarque encore que la piece *B* tirée de la mer, & miſe dans l'eau douce, ne prenoit preſque plus d'eau de mer, n'en ayant pris qu'une demi-livre dans l'eſpace de près d'un an; mais qu'elle a pris ſix livres d'eau douce, outre & par-deſſus 12

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 263 sur 651

livres & demie d'eau ſalée qu'elle avoit pris dans la mer.

A l'égard de la piece *B* qui a été miſe dans l'eau douce après avoir reſté dix mois ſous un hangar, on peut remarquer, 1°, qu'elle n'avoit perdu que 5 liv. $\frac{1}{2}$ de ſa ſeve, & qu'elle a aſpiré 23 liv. d'eau douce, c'eſt-à-dire, 17 liv. $\frac{1}{2}$ de plus que la quantité de ſeve qu'elle avoit perdu.

2°, Celle qui avoit été dans l'eau de mer, étoit d'une livre plus peſante que l'autre quand on a tiré l'une & l'autre de l'eau. Mais ces deux pieces continuoient à aſpirer de l'eau; leur poids augmentoit, & celle qu'on avoit tirée du hangar ſe chargeoit plus que l'autre.

Examen de la force de ces Bois.

PREMIERE OPÉRATION.

BARREAUX d'un pouce de largeur & d'un demi-pouce d'épaiſſeur, provenants de la piece *B*, tirée du hangar & miſe dans l'eau douce.

1. Barreau	95 liv.
2. Barreau	92
3. Barreau	103
4. Barreau	69
5. Barreau	96
Somme . . .	455.

RÉSUMÉ.

Tous ces Barreaux ont caſſé par longs éclats en ſe fendant dans leur longueur.

On a obſervé entre les fibres longitudinales de tous les barreaux de petits grains comme la moëlle du bois tendre; ces grains ſont comme enfermés dans des eſpaces entre les fibres longitudinales, à peu près comme dans la *Planche VII. Fig. 15.* Sur quoi conſultez la *Phyſique des Arbres, Liv. I, Chap. III, pag. 34.*

SECONDE OPÉRATION.

BARREAUX d'un pouce de largeur & demi-pouce d'épaiſſeur, provenants de la piece *B*, tirée de la mer & miſe enſuite dans l'eau douce.

1. Barreau	53 liv.
2. Barreau qui a caſſé en navet	90
3. Barreau qui a caſſé par éclats ſans bruit. . . .	91
4. Barreau qui a caſſé de même.	91
5. Barreau qui a caſſé de même.	80
Somme . . .	405.

RÉSUMÉ.

Tous ces barreaux ont caſſé ſans bruit : on a obſervé même de la moëlle entre les fibres comme à ceux ci-deſſus.

On apperçoit par cette table que la ſomme des forces des barreaux provenants de la piece tirée du hangar, & miſe dans l'eau douce, eſt plus forte que celle des Barreaux de la piece tirée de la mer, & miſe dans l'eau douce.

TROISIEME OPÉRATION.

BARREAUX de trois pieds de longueur & d'un pouce en quarré, provenants de la piece *B*, tirée du hangar & miſe dans l'eau douce.

1. Barreau	200 liv. Courbure 2 p. 7 l.
2. Barreau qui a caſſé en navet .	175
3. Barreau qui a caſſé de même	150
Somme . .	525.

QUATRIEME OPÉRATION.

BARREAUX de trois pieds de long, & d'un pouce en quarré, provenants

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 265 sur 651

provenants de la piece *B*, tirée de la mer & miſe dans l'eau douce.

1. Barreau	150 liv.
2. Barreau, caſſé en navet.	180
3. Barreau, caſſé de même	100
Somme . . .	430.

On a obſervé que le bois de ces barreaux étoit fort mollaſſe, caſſant ſans éclats & ſans bruit.

RÉSUMÉ.

Cette Expérience faite avec des barreaux plus gros, provenants de la même piece que les barreaux du commencement de l'Expérience, confirme la remarque qu'on vient de faire que le bois tiré du hangar, & mis enſuite dans l'eau douce, eſt plus fort que le même bois tiré de la mer, & mis de même dans l'eau douce.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE, ſur les deux Pieces CC.

UNE des deux pieces *C C*, a été miſe ſous un hangar, & ſa pareille dans la mer, le 13 Août 1733; & toutes deux ont été miſes dans un Magaſin peu aéré juſqu'au 30 Janvier 1736: après quoi on en a fait des barreaux qu'on a fait rompre ſous des poids connus.

Poids de ces deux Pieces.

Le 13 Août, avant que de mettre ces pieces ſous le hangar & dans la mer, elles peſoient chacune 65 livres.

Le 11 Juin 1734, les ayant retirées de l'eau de mer pour les mettre toutes deux dans ce Magaſin peu aéré, elles ont peſé, ſavoir:

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 266 sur 651

C tirée du hangar, & miſe dans le Magaſin.	livr.	*C tirée de la mer, & miſe dans le Magaſin.*	livr.
Le 11 Juin 1734	58 . .	. . . . .	79
Le 12.	58 . .	. . . . .	78
Le 16.	58 . .	. . . . .	75
Le 17.	58 . .	. . . . .	74 1/2
Le 18.	58 . .	. . . . .	74 1/2
Le 19.	58 1/2 . .	. . . . .	73 1/2
Le 21.	58 1/2 . .	. . . . .	72 1/4
Le 22.	58 1/2 . .	. . . . .	72 1/4
Le 5 Juillet	58 . .	. . . . .	68
Le 12.	58 . .	. . . . .	67 1/2
Le 19.	57 3/4 . .	. . . . .	66 1/2
Le 26.	58 . .	. . . . .	65 3/4
Le 28 Août	56 . .	. . . . .	63
Le 28 Septembre	56 . .	. . . . .	62
Le 29 Novembre	57 1/4 . .	. . . . .	62 1/2
Le 30 Janvier 1735 . . .	57 1/4 . .	. . . . .	62 1/4
Le 28 Novembre	55 1/2 . .	. . . . .	58 1/2
Le 30 Janvier 1736 . . .	56 1/2 . .	. . . . .	59 1/2

OBSERVATIONS.

ON remarque, en confirmation de ce qui a été dit de la piece *A*, que le bois de Chêne de Provence de petit échantillon, qui a reſté un temps aſſez conſidérable dans la mer, ſe décharge, en moins de deux mois, de toute l'eau qu'il y prend; puiſqu'on voit par cette table que cette piece *C* eſt revenue à ſon premier poids le 26 Juillet 1734 dans l'eſpace de quarante-ſept jours; & ce qu'elle a perdu depuis, peut être regardé comme faiſant partie de ſa ſeve. Cette Expérience ſur cette piece *C* confirme tout ce qui a été dit de la piece *A*, ſavoir: que le bois ſe décharge en deux mois & demi au plus de toute l'eau qu'il peut prendre dans la mer par un ſéjour de près d'une année; car cette piece *C* n'a pas laiſſé de diminuer de ſon poids

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 267 sur 651

autant que la piece *A*, quoiqu'au ſortir de la mer elle ait été dépoſée dans un Magaſin peu aéré.

On remarque que cette piece peſe trois livres de plus que ſon égale qui n'a point été dans l'eau, & que la piece *A* qui a auſſi été dans la mer, ne peſe qu'une demi-livre de plus que ſon égale qui n'a point été dans l'eau; mais ni l'une ni l'autre n'étoient parvenues à une ſéchereſſe parfaite.

Reſte à expérimenter combien peut influer ſur la qualité du bois, cette plus ou moins grande peſanteur des pieces qui étoient ci-devant parfaitement égales de poids.

Cependant j'avoue qu'il auroit été à propos de ſuivre plus long-temps cette Expérience, & de la continuer juſqu'à ce que la piece *C* de la mer n'eût plus diminué de poids: car je ſuis perſuadé qu'alors elle auroit été plus légere que celle à laquelle on la comparoit.

Examen de la force de ces Bois.

PREMIERE OPÉRATION.

BARREAUX *C* d'un demi-pouce d'épaiſſeur, provenants de la piece tirée du hangar, & miſe dans le Magaſin.

1. Barreau	35 liv.	Courbure 4 pouces	10 lignes.
2. Barreau	32	5	9
3. Barreau	35	5	1
4. Barreau	37	5	2
5. Barreau	39	5	0
6. Barreau	43	4	10
7. Barreau	42	5	7
8. Barreau	40	4	3
9. Barreau	32	3	0
Somme	335.		

Somme moyenne, 37 livr. $\frac{1}{9}$ par Barreau.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 268 sur 651

SECONDE OPÉRATION.

BARREAUX *C*, provenants de la piece tirée de la mer, & miſe dans le Magaſin.

1. Barreau	. .	29 liv.	Courbure	3 pouces	0 lignes.
2. Barreau	. .	32	. . . .	2	. . 6
3. Barreau	. .	25	. . . .	3	. . 9
4. Barreau	. .	29	. . . .	2	. . 6
5. Barreau	. .	31	. . . .	5	. . 2
Somme	. .	146.			

Somme moyenne, 29 livres $\frac{1}{5}$ par Barreau.

RÉSUMÉ.

On voit par cette table que le bois provenant de la piece tirée du hangar eſt plus fort que celui tiré de la mer; ce qui confirme ce qui a été dit ci-devant.

TROISIEME OPÉRATION.

BARREAUX *C*, d'un pouce en quarré, provenants de la piece tirée du hangar & miſe dans le Magaſin.

1. Barreau.	60 liv.
Le bois de ce barreau étoit tout à fait tranché.	
2. Barreau.	250
3. Barreau.	189
Il étoit un peu tranché vers le bout.	
Somme . .	499.

RÉSUMÉ.

On ſuppoſe que la piece tranchée *C* 1, a une force moyenne entre celles des barreaux *C* 2 & *C* 3, qui eſt de 219 liv. $\frac{1}{2}$.
Ainſi la force totale des 3 barreaux eſt de 658 liv. $\frac{1}{2}$.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 269 sur 651

QUATRIEME OPÉRATION.

BARREAUX *C*, d'un pouce en quarré, provenants de la piece tirée de la mer & mise dans le Magasin.

1. Barreau	180 liv.	Courb. 1 pouc.	2 lig.
Il a cassé en navet.			
2. Barreau	210 . . .	1	9
Il a cassé par longs éclats sans bruit.			
3. Barreau	140		
Il a cassé par une gerçure qui tranchoit la piece vers l'extrémité.			
Somme totale .	530 livres.		

RÉSUMÉ.

On a observé même moëlle entre les fibres, comme aux pieces ci-dessus. Il paroît que cette Expérience dément celle qui a été faite sur les barreaux de la même piece de bois ci-devant; mais en ayant égard au défaut qu'on a remarqué dans le premier barreau qui étoit tout à fait tranché, & en lui supposant une force moyenne entre les deux autres, quoique le dernier fût aussi un peu tranché, on trouveroit néanmoins que le bois des barreaux qui n'a point été dans l'eau, seroit plus fort que celui qui a resté dans la mer.

§4. QUATRIEME EXPÉRIENCE, *sur les deux Pieces D D.*

UNE des deux pieces *D D* a été mise sous le hangar, & sa pareille dans la mer, le 13 Août 1733, & ensuite laissées toutes deux au grand air, exposées au soleil & à la pluie jusqu'au 30 Janvier 1736.

Poids de ces deux Pieces.

LE 13 Août 1733, avant de mettre ces pieces ſous le hangar & dans la mer, elles peſoient chacune 77 liv.

Le 11 Juin 1734, les ayant retirées du hangar & ſorties de l'eau de mer pour les laiſſer expoſées au grand air, elles ont peſé, ſavoir :

D *tirée du hangar expoſée au grand air.*	livres.	D *tirée de la mer expoſée au grand air.*	livr.
Le 11 Juin 1734	72 . .	. . . . .	92
Le 12.	72 . .	. . . . .	90
Le 16.	72 . .	. . . . .	85 1/2
Le 17.	72 . .	. . . . .	85
Le 18.	72 . .	. . . . .	84
Le 19.	72 . .	. . . . .	84
Le 21.	72 . .	. . . . .	82 1/2
Le 22.	72 . .	. . . . .	82 1/2
Le 5 Juillet	74 3/4. .	. . . . .	81
Le 12.	71 3/4. .	. . . . .	79
Le 19.	70 3/4. .	. . . . .	77
Le 26.	70 . .	. . . . .	76
Le 28 Août.	68 . .	. . . . .	73 1/2
Le 28 Septembre. . . .	69 1/4. .	. . . . .	73
Le 29 Novembre. . . .	70 1/2. .	. . . . .	74
Le 30 Janvier 1735. . .	70 1/2. .	. . . . .	74 3/4
Le 28 Novembre, on ne trouva plus cette piece ; elle fut perdue, & l'on continua de peſer ſa pareille de la mer.		. . . . .	70
Le 30 Janvier 1736.		. . . . .	70 3/4

OBSERVATIONS.

ON n'a point fait faire de barreaux de cette piece *D*, prove-

nant de la piece tirée de la mer, à cauſe qu'on n'avoit point de piece de comparaiſon, ſon égale étant égarée.

Au reſte, voilà l'expoſé de quatre Expériences qui ont été ſuivies avec beaucoup de ſoin; ſi l'on n'eſt pas ſatisfait des conſéquences que nous en avons tirées, comme on aura les faits ſous les yeux, chacun pourra en tirer toutes celles qu'il jugera les plus probables.

§ 5. CINQUIEME EXPÉRIENCE, faite dans les mêmes vues que la précédente.

COMME cette Expérience étoit importante pour décider la grande queſtion ſur les bois qu'on tient dans l'eau & à l'air, nous avions lieu d'être mortifiés de quelques accidents qui étoient arrivés dans l'exécution de celles que nous venons de rapporter; heureuſement nous avions jugé convenable d'en faire une autre dans le même goût.

On avoit donc préparé d'autres bois de Chêne pour faire une Expérience pareille, ou à peu près, à celle que nous venons de rapporter; & les ayant tenus ſous un hangar & dans l'eau de la mer depuis le 14 Juillet 1734 juſqu'au 15 Juin 1736, lorſqu'on jugea que celles qui étoient dans l'eau de la mer, en étoient à peu près auſſi chargées qu'elles pouvoient l'être, on les mit avec les autres ſous le hangar; & quand elles furent revenues au poids de celles qui devoient leur ſervir de comparaiſon, on fit tirer de ces pieces douze barreaux d'un pouce d'équarriſſage, ſix du bois qui n'avoit jamais été dans l'eau, & ſix du bois qui avoit ſéjourné ſous l'eau de la mer un temps conſidérable. On les fit rompre, & la force moyenne des barreaux qui n'avoient jamais été dans l'eau ſe trouva de . . . . . 195 liv.

Celle des barreaux qui avoient reſté un an dans l'eau ne ſe trouva que de. 175

RÉSUMÉ.

ON peut conclure des Expériences que nous venons de rapporter,

1°, Que le bois de Chêne de Provence, qui a ſéjourné ſeulement un an dans l'eau, perd conſidérablement de ſa force & de ſa bonne qualité.

2°, Que ce bois parvient dans l'eſpace de cinq années, étant conſervé ſous un hangar, à un degré de ſéchereſſe ſuffiſant pour être employé à toutes ſortes d'Ouvrages, excepté à la Menuiſerie.

3°, Que le bois qu'on tient dans l'eau pendant dix à douze mois, ſe charge d'une quantité d'eau égale à un quart de ſon poids.

4°, Qu'il perd une grande partie de cette eau lorſqu'on le tient ſous un hangar ſec pendant deux ou trois mois.

5°, Que le bois qu'on tire de l'eau ſe fend preſque autant en ſe ſéchant que celui qui n'y a pas été.

On voit, dans nos Expériences, que les bois qui ont reſté dans l'eau, ont été à la fin plus peſants que les autres; mais cela vient, je le répete, de ce qu'ils n'étoient pas parfaitement ſecs. Car 1°, ils continuoient à perdre de leur poids: 2°, nous avons rapporté des Expériences qui prouvent que les bois qui ont été dans l'eau, ſont plus légers que les autres, quand ils ſont parfaitement ſecs; & cela doit être puiſqu'ils abandonnent à l'eau une partie de leur ſubſtance.

Nous avons rapporté dans la ſeconde partie de l'*Exploitation*, *Liv. IV*, *Chap. II*, un nombre d'Expériences, qui prouvent que les bois refendus tout verds ſont moins endommagés par les fentes, que ceux qu'on laiſſe dans leur entier: il convient de réunir toutes ces idées.

ARTICLE XI. *Remarques ſur les Expériences précédentes.*

I. LES quatre pieces de bois de Chêne de Provence, miſes en Expérience le 13 Août 1733, après avoir été refendues en deux, ont produit chacune huit pieces; & chaque couple ayant été réduite au même poids, elles ont été miſes le même jour, ſavoir, une de chaque couple dans la mer, & leurs égales ſous un hangar fort aéré, & ont peſé chacune ſéparément, ſavoir, la premiere

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 273 sur 651

premiere couple marquée *A A*, 49 livres chaque piece; la ſeconde couple marquée *B B*, 74 livres ½ chacune; la troiſieme couple marquée *C C*, 65 livres chacune; & la derniere couple marquée *D D*, 77 livres.

Ces huit pieces, après avoir reſté les unes dans l'eau de mer & leurs pareilles ſous un hangar, pendant l'eſpace de dix mois, ſavoir, depuis le 13 Août 1733 juſques au 11 Juin 1734, en furent tirées ce jour-là & repeſées ſéparément.

La piece *A* du hangar, ne peſa plus que 46 livres, ayant diminué de trois livres; ſa pareille qui avoit été dans l'eau de mer, ſe trouva peſer 67 livres, ayant augmenté de dix-huit livres.

La piece *B* du hangar ne peſa plus que 69 livres, avec diminution de 5 livres ½; ſa pareille dans l'eau de mer, 87 livres avec augmentation de 12 livres ½.

La piece *C* du hangar, ne peſoit plus que 58 livres, avec diminution de 7 livres; ſa pareille dans l'eau de mer, 79 livres avec augmentation de 14 livres.

La piece *D* du hangar ne peſoit plus que 72 livres, ayant diminué de 5 livres; ſa pareille dans l'eau de mer, 92 livres avec augmentation de 15 livres.

On dépoſa enſuite ces pieces dans des lieux différents, pour remarquer les changements qui leur ſurviendroient. Ainſi, on mit le 12 Juin 1734, les deux pieces *A A* dans un Magaſin fort aéré; les deux pieces *B B* furent plongées dans un réſervoir d'eau douce; les deux pieces *C C* furent miſes dans un Magaſin moins aéré; & les deux pieces *D D* furent miſes au grand air, à découvert, étant expoſées au ſoleil & à la pluie.

II. Ayant enſuite continué de peſer toutes ces pieces ſéparément, ſuivant les dates marquées dans les tables ci-deſſus, juſqu'au 30 Janvier: la piece *A* tirée du hangar, qui avoit ſéjourné dans ce magaſin fort aéré environ ſept mois & demi, ſavoir, depuis le 12 Juin 1734 juſqu'au 30 Janvier 1735, n'avoit point diminué du poids qu'elle avoit lorſqu'on la tira du hangar, puiſqu'elle peſoit encore 46 livres comme elle peſoit lorſqu'elle en avoit été retirée; il eſt vrai que cette piece avoit eu quelques petites diminutions & augmentations de poids en

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 274 sur 651

certains temps, dans l'intervalle de ſon ſéjour dans ce Magaſin, (comme on le voit dans les tables) dont la cauſe ne pouvoit être que l'humidité ou la ſéchereſſe de l'air; mais comme elle n'avoit plus diminué de ſon poids dans l'intervalle de plus de ſept mois & demi de ſéjour qu'elle avoit fait dans ce Magaſin fort aéré, on voit évidemment que celui qu'elle avoit fait auparavant, ſous le hangar, lui avoit ſuffi pour atteindre au point de la ſéchereſſe convenable pour le bois que l'on doit mettre en œuvre.

D'où l'on doit conclure que les pieces de bois de Chêne de Provence refendues en deux, ouvertes par le milieu, & de la groſſeur de celles-ci, lorſqu'elles ont reſté ſous un hangar bien aéré pendant l'intervalle de dix mois, acquierent dans cet intervalle toute la ſéchereſſe convenable pour être miſes en œuvre.

La piece *A* tirée de l'eau de mer, qui avoit auſſi ſéjourné avec ſon égale dans ce même Magaſin fort aéré, depuis le 11 Juin 1734 juſqu'au 30 Janvier 1735, & qui peſoit 67 livres lorſqu'elle fut miſe dans ce Magaſin, s'eſt trouvée réduite, le 28 Septembre 1734, à 48 liv. ayant diminué de 19 livres dans l'intervalle de trois mois & demi.

Cette piece, qui avoit diminué ſi conſidérablement en ſi peu de temps, n'ayant preſque plus diminué depuis le 28 Septembre juſqu'au 30 Janvier 1736, on peut prendre cette date du 28 Septembre 1734, comme le terme de ſa diminution totale.

Cependant ſon égale qui n'avoit point touché à l'eau, & qui avoit reſté ſous le hangar, avoit diminué davantage que celle-ci, ne peſant que 46 livres.

On remarque que celle-ci peſant deux livres de plus que ſon égale, cette augmentation de poids ne peut provenir que de quelques ſubſtances étrangeres comme le ſel, ou autre matiere dont l'eau de la mer eſt imprégnée, leſquelles, mêlées avec l'eau de la mer qui a pénétré les pores du bois, ſe trouvent engagées entre ſes fibres ſans pouvoir en ſortir, ou ne permettent pas à l'humidité de ſe diſſiper; ce qui rend cette piece plus peſante de deux livres qu'elle n'auroit dû être, ſi elle n'avoit point été plongée dans l'eau de mer; d'où l'on voit que le bois de Chêne de Provence

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 275 sur 651

qui a séjourné quelque temps dans la mer, acquiert plus de pesanteur que le même bois qui a resté à l'air. Sur quoi je ferai une réflexion qui prouve que cette piece n'étoit pas si seche que celle qui n'avoit jamais été dans l'eau. La piece *A* qui n'a jamais été dans l'eau, a perdu trois livres de son poids ; & ces trois livres étoient la seve qu'elle contenoit. La piece *A* qui a été dans l'eau de mer, s'est chargée de dix-huit livres d'eau ; à quoi il faut ajouter trois livres de seve qu'elle devoit contenir comme la piece *A* qui a toujours resté sous les hangars. C'est vingt & une livres qu'elle auroit dû perdre, savoir, trois livres de seve & dix-huit livres d'eau ; elle n'a perdu que dix-neuf livres ; c'est donc deux livres d'humidité qu'elle avoit retenu, & qu'elle auroit probablement perdu à la longue, à moins que le sel de la mer n'attirât toujours l'humidité de l'air ; car on sait que le linge qu'on a lavé dans l'eau de mer ne seche jamais parfaitement. Mais cette augmentation de poids ne seroit pas avantageuse, si elle ne résultoit que de l'eau que le bois auroit retenu, ou de l'humidité qu'il aspireroit continuellement de l'air.

En comparant le temps que cette piece a resté dans l'eau de mer pour se charger de toute l'eau qu'elle a pu prendre, avec celui qu'elle a resté dans le Magasin pour s'en décharger, on trouve qu'en dix mois cette piece s'est chargée de dix-huit livres d'eau de mer, & qu'elle s'est déchargée de toute cette humidité, & d'une livre de plus, dans l'espace de trois mois & demi qu'elle a été dans un Magasin fort aéré ; d'où l'on peut tirer la conséquence suivante, en la supposant aussi seche que l'autre, ce qui n'est pas exact.

Que tout bois de Chêne de Provence des dimensions de nos pieces, quelque séjour qu'il ait fait dans l'eau de mer, s'en décharge entiérement dans l'intervalle de trois mois & demi, & conséquemment qu'il est en état d'être mis en œuvre ; mais les bois qui se conservent dans l'eau, ne s'y préparent pas, puisqu'on voit que cette piece auroit dû perdre vingt & une livres au lieu de dix-neuf ; & si c'est l'onctuosité de la mer qui a fait obstacle à cette diminution, parce que les corps plongés dans l'eau de mer ne se dessechent jamais parfaitement, c'est proba-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 276 sur 651

blement un déſavantage. On a vu plus haut, dans les Expériences que j'ai faites, & dans celles de M. Dalibard, que les bois qui ont été plongés long-temps dans l'eau douce, y ont perdu de leur poids lorſqu'ils ont été parfaitement deſſéchés; les bois à brûler flottés le prouvent encore, & l'eau où l'on plonge les bois, devenant rouſſe & bourbeuſe, ne laiſſe aucun doute ſur la diſſolution de la ſubſtance ligneuſe par l'eau.

III. La piece *B* tirée du hangar le 11 Juin 1734, où elle a diminué de 5 livres $\frac{1}{2}$ de ſon premier poids, qui étant de 74 livres $\frac{1}{2}$ s'eſt trouvée réduit à 69 livres; cette piece ayant été tirée de ce hangar le 11 Juin, & miſe dans de l'eau douce, où elle étoit encore en Février 1735, on voit, par la table, qu'elle a toujours augmenté de poids en ſe chargeant d'eau douce, de 2, 3 & 4 livres à chaque peſée, enſorte qu'à la fin de l'Expérience elle peſoit 88 livres $\frac{1}{2}$, ayant pris 19 livres $\frac{1}{2}$ d'eau douce. Mais comme cette piece ſe chargeoit toujours d'eau, on l'a laiſſée dans l'eau, & l'on a continué de la peſer juſqu'à ce qu'elle ne prît plus d'eau.

On a remarqué 1°, Que les gerçures qu'elle avoit lorſqu'elle fut miſe dans l'eau douce, s'étoient beaucoup reſſerrées, enſorte qu'elles ne paroiſſoient preſque plus. 2°, Que cette piece s'étoit fort enflée; mais comme elle étoit fort irréguliere à cauſe qu'elle avoit été ſimplement refendue d'une branche d'arbre, ainſi que toutes les autres pieces de ces premieres Expériences, on ne put meſurer l'augmentation de ſon volume.

La piece *B* ſon égale, tirée de la mer le même jour 11 Juin 1734, qui ſe trouvoit peſer 87 livres, ayant pris 12 livres $\frac{1}{2}$ d'eau de mer dans les dix mois du ſéjour qu'elle y avoit fait, fut miſe, avec ſon égale, ce même jour dans l'eau douce. Cette piece a reſté avec ſon même poids juſqu'au 18 du mois de Juin; mais le 19 elle prit une livre d'eau douce, & elle en a toujours pris de plus en plus, comme on le voit dans la table, nonobſtant toute l'eau de mer dont elle étoit remplie; enſorte que lorſqu'elle fut peſée, elle ſe trouvoit à 92 livres $\frac{1}{2}$, ayant pris 5 livres $\frac{1}{2}$ d'eau douce, outre toute l'eau ſalée qu'elle avoit; par où l'on voit que, nonobſtant toute l'eau de mer dont une piece de

bois peut être remplie, en ſéjournant dix mois entiers dans la mer, elle prend encore de l'eau douce conſidérablement; en ayant pris cinq livres & demie dans l'intervalle des ſept mois & demi du ſéjour qu'elle y a fait; ce fait eſt ſingulier & digne de remarque. Il montre, comme pluſieurs autres de nos Expériences, que l'eau douce pénetre plus puiſſamment les bois que l'eau ſalée. On a continué de laiſſer ces deux pieces dans cette eau juſqu'à ce qu'elles n'en priſſent plus; après quoi on les en a retirées pour les laiſſer ſécher ſous un hangar, en obſervant leurs diminutions, & les autres changements qui ſurvinrent.

IV. La piece *C* miſe le 13 Août 1733 ſous un hangar, & retirée le 11 Juin 1734 pour être miſe dans un Magaſin moins aéré, avoit perdu ſept livres de ſon premier poids, ayant été réduite de 65 liv. à 58: elle n'a diminué dans ce Magaſin peu aéré, en ſept mois & demi, que de trois quarts de livres, puiſqu'elle peſoit encore le 30 Janvier 1735, 57 liv. $\frac{1}{4}$.

La petite diminution ſurvenue ſur cette piece confirme dans l'opinion que les bois de petits échantillons ainſi refendus en deux, & partagés dans le cœur, expoſés ſous un hangar aéré y acquierent en dix mois de ſéjour toute la ſéchereſſe convenable pour être mis en œuvre; car on a vu ci-deſſus que la piece *A* tirée du hangar, & miſe dans un Magaſin plus aéré que celui-ci, dans lequel elle auroit dû avoir diminué davantage, a reſté néanmoins avec le même poids qu'elle avoit quand on l'y a miſe.

La piece *C* ſon égale, tirée de l'eau de mer & miſe dans le même Magaſin peu aéré le 12 Juin 1734, étoit augmentée de 14 livres de ſon premier poids, étant parvenue de 65 juſqu'à 79 liv. mais depuis qu'elle a été miſe dans ce Magaſin, elle a réguliérement diminué de jour à autre, en ſorte qu'à la fin de l'Expérience elle ne peſoit que 62 liv. $\frac{1}{2}$, ce qui donne 16 liv. $\frac{1}{2}$ de diminution.

On voit par-là qu'elle a non ſeulement perdu toute l'eau de mer qu'elle avoit priſe, mais qu'elle s'eſt encore purgée de deux livres & demie de ſa ſeve, ou de ſon humeur natu-

relle ; néanmoins ſi au lieu d'avoir mis cette piece dans l'eau de mer, on l'avoit miſe ſous le même hangar, elle auroit diminué comme ſon égale juſqu'à ne plus peſer que 57 liv. $\frac{1}{4}$; d'où il réſulte que les cinq livres de poids qu'elle a encore par deſſus ſon égale, ne peuvent être que de ſa ſeve ou de quelques matieres étrangeres qu'elle auroit priſes dans la mer, leſquelles ſont très-adhérentes au bois, puiſque nous voyons que le poids de cette piece n'a plus diminué à la fin de l'expérience. Cela prouve encore que le bois qui a ſéjourné long-temps dans la mer conſerve plus de ſa peſanteur que celui qui n'a point touché à l'eau.

Cependant la piece *C* du hangar a reſté dix-ſept mois ſous le hangar, au lieu que la piece *C* de la mer n'y a reſté que ſept mois ; & nous voyons des bois qui perdent à la longue un peu de leur poids, quoiqu'ils faſſent l'hygrometre.

V. La piece *D* peſant 77 livres, qui avoit perdu ſous le hangar 5 liv. ayant été expoſée le 11 Juin 1734 au grand air, au ſoleil & à la pluie, a encore perdu 4 livres de ſon poids dans l'eſpace de deux mois, ne peſant plus le 28 Août que 68 livres.

Cette piece étoit tout à fait ſinguliere dans l'ordre de ſes poids ; elle conſerva ſon même poids de 72 livres pendant les onze premiers jours qu'elle fut miſe au grand air, & ne diminua point du tout juſqu'au 22 Juin, quoiqu'expoſée au ſoleil & au vent où elle auroit dû ſe deſſécher conſidérablement. Treize jours après, ſavoir le 5 Juillet, elle ſe trouva tout à coup augmentée de 2 liv. $\frac{3}{4}$ au lieu d'avoir diminué ; mais ſept jours après, ſavoir le 12, elle perdit toute cette grande augmentation de poids, & ſe trouva diminuée de 3 livres, ne peſant plus que 71 liv. $\frac{3}{4}$; enſuite elle diminua réguliérement d'une livre ou environ de huit en huit jours, juſqu'au 28 Août ſuivant, où elle ſe trouva réduite à 68 liv. Un mois après, ſavoir le 29 Septembre, elle ſe trouva encore augmentée d'une livre un quart, & toujours en augmentant de poids au lieu d'aller en diminuant, en ſorte qu'elle peſoit à la fin de l'Expérience 70 liv. $\frac{1}{2}$, c'eſt-à-dire, une livre & demie de moins qu'elle

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 279 sur 651

ne pesoit lorsqu'elle fut mise au grand air, & une livre & demie de plus qu'elle ne pesoit le 28 Août, temps où elle fut réduite à son moindre poids.

Toutes ces grandes variations de poids survenues à cette piece au grand air, donnent lieu de juger,

1°, Que les bois qui sont ainsi à découvert, exposés au soleil & à la pluie, aux rosées, aux exhalaisons de la terre, & à toutes les injures du temps, essuyent des changements fort subits relatifs à l'inconstance des temps.

2°, Cette station du même poids dans l'intervalle de onze jours que cette piece fut exposée au grand air dans le plus fort de l'été, prouve également que la diminution qu'elle essuyoit pendant le jour, par l'action du soleil & du vent, étoit compensée par la rosée de la nuit ou des pluies qu'elle recevoit; ainsi elle reprenoit préciſément d'un côté ce qu'elle perdoit d'un autre, c'est-à-dire que la rosée & la pluie lui rendoient ce que l'action du soleil & du vent lui faisoit perdre de sa seve.

3°, Cette grande & subite augmentation de poids survenue le 5 Juillet & dissipée le 12, prouve aussi que le bois qui est une fois parvenu jusqu'à un certain point de sécheresse par l'évaporation de toute son humeur naturelle, quoiqu'il soit ensuite pénétré d'humidité, s'en décharge très-aisément & en très-peu de temps.

4°, La régularité des diminutions que cette piece a éprouvées ensuite d'environ 1 livre de huit en huit jours, jusqu'au 28 Août où elle fut réduite au moindre poids où elle soit jamais parvenue, montre que pendant cet intervalle elle en a plus perdu par le hâle qu'elle n'en a reçu par les rosées, les brouillards & les pluies; ensorte que les altérations de l'air ont permis sa diminution ou son desséchement naturel.

5°, L'augmentation survenue ensuite d'une livre un quart le 28 Septembre, & d'une autre livre un quart le 29 Novembre, montre encore que pendant l'intervalle de ces deux mois elle a pris plus d'humidité qu'elle n'a perdu de son humeur naturelle; en effet les temps pluvieux & les brouillards qui régnerent fréquemment pendant ces deux mois, sont la véritable cause de cette augmentation surprenante.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 280 sur 651

De tout cela il ſuit que le bois dans l'état de ſéchereſſe eſt tout à fait ſuſceptible de l'impreſſion de l'air, & très-capable de grande altération : d'où l'on peut conclure que les bois ne doivent point être expoſés au grand air ; car les changements ſubits de ſéchereſſe & d'humidité ne peuvent que déranger extrêmement ſon économie naturelle, & précipiter la déſunion de ſes parties, qui eſt la cauſe de leur deſtruction.

La piece *D* ſon égale, tirée de la mer le 11 Juin 1734, où elle avoit augmenté de poids depuis 77 livres juſqu'à 92, fut miſe ce même jour au grand air, où elle diminua réguliérement de jour à autre depuis le 11 Juin juſqu'au 28 Septembre, qui font trois mois & demi, enſorte qu'elle ne peſoit plus que 73 liv. ce qui donne 19 liv. de diminution, & l'on voit qu'elle a perdu 4 livres de ſon humeur naturelle. Mais ſi elle avoit été miſe ſous le hangar, comme la piece *D* ſon égale, au lieu d'avoir reſté dans la mer, elle auroit diminué juſqu'à 68 livres, d'où il ſuit qu'elle a encore 5 livres de plus qu'elle ne devroit avoir ; ce qui ne peut venir que de la matiere étrangere, ou d'un reſte de ſa ſeve, comme il a été dit de la piece *C* ; car cette piece n'a plus diminué depuis le 28 Septembre 1734 juſqu'au 30 Janvier 1736 : d'où l'on tire deux conſéquences.

1°, Que le Bois de Provence dans les dimenſions de la piece *D*, & qui après avoir ſéjourné dans l'eau de mer, eſt enſuite expoſé au grand air, au ſoleil & à la pluie, perd dans l'intervalle de trois ou quatre mois au plus, toute l'eau étrangere dont il s'étoit chargé.

2°, Que ces mêmes bois demeurent plus peſants que ceux qui ont reſté à l'air n'ayant point touché à l'eau, & qu'ils parviennent bien difficilement au même degré de ſéchereſſe, que les bois qui ont toujours reſté à couvert, ce qui a été pareillement prouvé par les Expériences que nous avons rapportées plus haut.

VI. On a remarqué que toutes les pieces de Chêne de cette Expérience qui ont reſté ſous le hangar, ſont un peu plus fendues que celles qui ont ſéjourné dans la mer ; mais qu'en général celles-ci comme les autres, le ſont fort peu. Nous croyons

qua

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 281 sur 651

que c'eſt par la raiſon que ces pieces ont été refendues par le milieu lorſqu'elles étoient toutes vertes : car dans cet état les parties du bois ont pu s'approcher les unes des autres en ſe déchargeant de leur ſeve ſans ſe déſunir, ni ſe rompre à cauſe de la diſpoſition des gerçures que l'expérience nous montre partir de l'écorce, & aller toutes aboutir vers le cœur du bois qui eſt au centre. En effet le bois étant ainſi ouvert, la partie *A* (*Planche VII. Fig.* 16.) peut s'approcher de la partie *B* & celle-ci de la partie *C*, en entraînant la partie *A B* avec elle ſans former de déſunion ; il en eſt de même de la partie *E* vers la partie *D* & vers *C* : auſſi il ne manque jamais d'arriver (ceci a été remarqué dans le *Traité de l'Exploitation*) que dans toutes les pieces refendues en deux, la coupe *A E* que la ſcie fait toujours en ligne droite, devient courbe comme *a e* quand le bois eſt devenu bien ſec, & toute la ſurface de la piece devient bouge ou convexe, ce qui fait que ces bois ainſi refendus ſe fendent fort peu. Sur quoi conſultez le *Traité de l'Exploitation*, *Liv. IV*, *Chap. II*, où il eſt prouvé qu'on peut empêcher le bois de ſe fendre beaucoup en refendant les pieces à la ſcie, dès que les bois ſont arrivés dans les Arcenaux, avant que de les mettre dans des Magaſins ; & autant qu'il eſt poſſible, il faut faire paſſer le trait de la ſcie par le cœur de la piece, ce qui feroit une économie digne d'attention pour tous les bois qui doivent être refendus à la ſcie.

ARTICLE XII. *De la durée des Bois flottés & non flottés expoſés à la pourriture.*

AYANT connu, autant qu'il nous a été poſſible, quelle étoit la force des Bois qui avoient ſéjourné dans l'eau par comparaiſon avec ceux de même qualité & tirés du même arbre, qui n'avoient jamais été dans l'eau, je me ſuis propoſé de connoître ſi la circonſtance d'avoir été conſervés ſous un hangar, ou d'avoir été tenus quelque temps ſous l'eau, influeroit ſur leur durée. Dans cette vue, je projettai de les mettre pourrir comme j'avois fait à l'égard des bois abattus

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 282 sur 651

en différentes saisons, ainsi que je l'ai rapporté dans le *Traité de l'Exploitation, Liv. III, Ch. V.* Pour précipiter la pourriture de ces bois, nous nous imaginâmes de faire faire un petit caveau dans un raiz de chaussée humide, & d'y déposer les bois dont nous nous proposions d'éprouver la durée ; & comme nous savions que rien n'étoit plus propre à précipiter la fermentation, & par conséquent la pourriture, que d'entretenir dans ce caveau une chaleur humide, nous y fîmes faire une couche de fumier de cheval.

On mit ensuite dans ce caveau, 1°, des bouts de Chevrons de bois de Provence fort verd ; 2°, de bois de la même Province fort sec ; 3°, d'autre pénétré d'eau de mer ; 4°, du Chêne qui avoit été dans l'eau de mer & qui étoit médiocrement sec ; 5°, du bois qui avoit été dans l'eau de mer, & qui étoit fort sec. Ceci fut fait dans le mois de Mai 1736, & M. Garavaque se chargea d'examiner le progrès de la pourriture sur ces différents bois. Nous espérions connoître par ces Expériences les causes qui précipitent la pourriture des bois, & ce qui pourroit les rendre plus sujets à pourrir.

Le 25 Juillet 1736, on visita ces bois ; on n'apperçut aucun changement, & l'on mit en forme de pieux les morceaux de bois de toutes les especes qu'on avoit fait rompre. Toujours dans l'intention de connoître ceux qui pourriroient les premiers, le 10 Octobre, on pesa les bois qui étoient dans le caveau : ils se trouverent augmentés de poids, parce qu'il régnoit beaucoup d'humidité dans ce lieu souterrein. Les bois commençoient à jaunir les uns plus que les autres, & cela nous faisoit espérer que nous aurions bientôt de la pourriture.

Le 26 Octobre 1736, la couleur jaune de la superficie de ces bois augmentoit ; mais comme le fumier ne donnoit pas sensiblement de chaleur humide, on essaya d'exciter un peu de chaleur avec de la cendre chaude, & d'y introduire de la fumée d'eau bouillante.

Le 17 Mai 1737, les progrès de la pourriture étoient bien lents, & nous essayâmes de transporter notre pourrissoir dans

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 283 sur 651

une autre place, eſpérant que l'opération ſe feroit alors plus promptement.

En 1738, l'eau s'étant introduite dans notre pourriſſoir tout fut dérangé, & cette Expérience ne put être conduite à ſa fin.

ARTICLE XIII. *Principales Conſéquences qu'on peut tirer des Expériences que nous venons de rapporter.*

JE ne prétends point m'étendre ſur toutes les conſéquences qu'on pourroit tirer du grand nombre d'Expériences que je viens de rapporter. Il ſeroit poſſible de les combiner d'une infinité de manieres ; mais cela me méneroit trop loin. Ainſi je laiſſe ce ſoin à ceux qui s'intéreſſeront aſſez à ce qui regarde les bois pour faire une étude ſuivie de mon Ouvrage, où ils trouveront un grand nombre de faits ſur la fidélité deſquels ils peuvent compter, mettant toujours à part les petites erreurs qui ſe gliſſent néceſſairement dans l'exécution d'un auſſi grand nombre d'Expériences, & ſur-tout dans les différentes copies qu'on a été obligé d'en faire ; car il eſt preſqu'impoſſible qu'un chiffre ne ſoit quelquefois écrit au lieu d'un autre ; mettant encore à part les erreurs qui ſont inſéparables des recherches phyſiques, comme j'en ai déja prévenu dans le *Traité de l'Exploitation des Forêts*, où j'ai fait remarquer que, dans de groſſes piles de bois, il n'eſt pas poſſible que toutes les pieces ſoient également expoſées au grand air & au hâle ; & cependant cette ſeule circonſtance doit produire des différences dans les peſées. D'ailleurs puiſqu'on voit que les bois ſe chargent de l'humidité de l'air, & qu'enſuite ils l'abandonnent, il s'enſuit néceſſairement que le poids qu'on trouve un jour n'eſt pas le même que celui qu'on auroit trouvé deux jours auparavant, ou qu'on trouveroit deux jours après. Le moyen qui nous a paru le plus propre pour éviter les erreurs, c'eſt de multiplier beaucoup les Expériences. Nous les avons donc ainſi multipliées : & ce qui nous engage à y avoir confiance, c'eſt que,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 284 sur 651

dans la plupart, les réſultats ſont preſque les mêmes; de ſorte qu'on peut n'avoir aucun égard à quelques réſultats particuliers qui s'écartent des autres; mais nous ne nous ſommes point permis de faire ce retranchement. Nous avons tout rapporté comme nous l'avons trouvé ſur nos Journaux, & nous laiſſons au lecteur de faire le choix qu'il jugera convenable. Comme nous avons conſidéré notre objet ſous différents aſpects, notre Ouvrage préſente un grand nombre de faits entre leſquels on recueillera ceux que l'on croira préférables. Il eſt néanmoins de notre devoir d'épargner aux Obſervateurs le ſoin & la peine de faire toutes les combinaiſons poſſibles; & ſans nous écarter des bornes que nous nous ſommes preſcrites pour ne point faire un Ouvrage trop volumineux, nous devons expoſer au moins les conſéquences les plus frappantes qu'on peut tirer de nos Expériences.

Pour ſuivre conſtamment l'ordre que nous avons choiſi au commencement de ce Chapitre, nous allons examiner, dans autant d'articles ſéparés, les avantages & les inconvénients qu'il y a, 1°, A tenir les bois à l'air dans les Chantiers & les Arcenaux de la Marine; 2°, A les tenir ſous des hangars; 3°, A les mettre dans l'eau douce, ou dans celle de la mer.

§ 1. *Des Bois conſervés en pile à l'air.*

Les bois qu'on tient à l'air, étant expoſés au vent & au ſoleil, ſe deſſechent très-promptement: cela eſt bien établi par nos Expériences, qui prouvent auſſi que ces bois ſe gercent, ſe fendent, s'éclatent & ſe tourmentent ſi prodigieuſement quand ils ſont de la meilleure qualité, qu'ils deviennent quelquefois hors de ſervice. Ce n'eſt pas là le ſeul inconvénient: lorſqu'ils ſont en partie deſſéchés, ils ſont mouillés par la pluie qui les pénetre; cela n'a pas beſoin d'être prouvé: mais nos Expériences ont fait voir de plus qu'ils aſpirent très-puiſſamment l'humidité de l'air, & à plus forte raiſon celle des brouillards, des roſées & des exhalaiſons qui s'élevent de la terre. Il eſt vrai que nos Expériences prou-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 285 sur 651

vent auſſi que cette humidité étrangere eſt très-promptement emportée par le vent & le ſoleil ; mais il réſulte de ces alternatives de ſéchereſſe & d'humidité un jeu continuel dans les fibres ligneuſes, qui ſont gonflées par l'humidité, & qui ſe reſſerrent par la ſéchereſſe. Aſſurément ce jeu doit fatiguer les fibres, uſer les bois ; & la tenſion des fibres augmente beaucoup, quand il ſurvient une forte gelée, lorſque les bois ſont pénétrés d'eau. Ce n'eſt pas tout : il ſuit des Expériences que nous avons faites ſur des bois pénétrés d'eau, que l'eau étrangere diſſout & emporte avec elle une portion de la ſubſtance ligneuſe, ce qui réduit les bois à un état d'aridité qui leur eſt préjudiciable. Ajoutons à cela que l'eau des pluies entrant dans les fentes qui ſe ſont ouvertes y ſéjourne, s'imbibe dans le bois & y porte la corruption. Tous ces accidents ſont beaucoup plus à craindre pour certains bois que pour d'autres. Si une goutte d'eau tombe ſur du bois gras, poreux, ſpongieux, & dépourvu de ſubſtance gélatineuſe, on la voit s'étendre & s'imbiber dans le bois comme elle feroit ſur un papier brouillard, au lieu qu'une pareille goutte d'eau qui tombe ſur un bois dur, fort ſerré, & rempli de ſubſtance muqueuſe, reſte raſſemblé en goutte, & ſouvent ou elle s'écoule, ou elle ſe deſſéche ſans pénétrer dans le bois. De même on peut remarquer ſur des panneaux de Menuiſerie, que l'hiver dans de grandes humidités, il y a des planches qui changent de couleur, & qui ſont comme ſi on les avoit miſes tremper dans l'eau, pendant que d'autres ſont en apparence aſſez ſeches. Aſſurément les bois qui ſont les plus pénétrés par l'humidité en ſont auſſi les plus endommagés. C'eſt pour cela que les bois vieux & uſés, les bois creux qui ſont fort gras, pourriſſent très-promptement quand on ne les tient pas au ſec, pendant que les bons bois forts y ſubſiſtent des temps conſidérables ſans tomber en pourriture. La ſuperficie des bois gras qui reſtent expoſés à l'air ſemble, dans les temps fort humides, être comme convertie en terre ; & dans les temps de grande ſéchereſſe, elle ſemble comme brûlée.

On doit conclure de ce que nous venons de dire, que

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 286 sur 651

l'humidité qui entre dans les fentes, endommage beaucoup plus les bois gras que les bois forts ; mais elle porte ſur-tout un préjudice notable aux bois qui ont des veines blanches ou rouſſes, & à ceux qui étant en retour ont le bois du cœur altéré, ainſi qu'à ceux qui ont des nœuds pourris. L'eau qui imbibe ces parties déja attaquées de pourriture, les pénetre intimement ; elle s'y corrompt, & elle porte la corruption dans tous les endroits qu'elle a pénétrés. C'eſt pour cela que j'ai vu des pieces de bois qui paroiſſoient aſſez ſaines à la ſuperficie, & qui étoient entiérement pourries en dedans.

Pour remédier à ces inconvénients, on a propoſé de mettre les pieces debout au lieu de les empiler à plat comme on le fait ordinairement ; & l'on a prétendu que quand les bois étoient dans cette poſition, ils ſe déchargeoient d'une ſeve rouſſe qui ſuintoit par le bas des pieces : j'ai prouvé dans mes Expériences que cette ſeve étoit une pure idée ; & ſi l'on a vu ſuinter quelque choſe des pieces qu'on avoit miſes dans cette poſition, c'étoit de l'eau qui s'étoit amaſſée dans quelque nœud pourri ou dans des fentes. Cependant cette ſituation me paroît être avantageuſe à quelques égards : malheureuſement on ne peut en faire uſage pour de groſſes pieces, ſur-tout quand on en a un certain nombre.

Je conviens néanmoins qu'on eſt très-fréquemment dans la néceſſité abſolue de tenir les bois à l'air : dans ce cas, voici les précautions qu'on peut prendre pour qu'ils ſoient le moins expoſés qu'il eſt poſſible aux cauſes deſtructives dont nous venons de parler.

Les exhalaiſons qui ſortent de la terre, endommagent beaucoup ces bois. J'ai vu des piles où les pieces de deſſus étoient trop ſeches, & celles de deſſous remplies de champignons ; & cet inconvénient eſt d'autant plus grand que le terrein eſt moins élevé au-deſſus de l'eau, comme cela arrive fréquemment aux chantiers qui ſont aux bords des rivieres, & dans les arcenaux qui ſont au bord de la mer. Pour y remédier, je ne vois pas de meilleur moyen que de paver à chaux & à ciment l'endroit où l'on doit former les piles, &

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 287 sur 651

de lui donner conſidérablement de pente pour que l'eau n'y ſéjourne pas. Enſuite il faudra mettre ſur ce pavé des chantiers fort élevés, afin que les bois qu'on mettra deſſus, ſoient deſſéchés par l'air qui paſſera librement par deſſous. Il faudra encore faire enſorte qu'il y ait du jour entre toutes les pieces, & qu'elles ne ſe touchent point dans le ſens vertical.

Le premier lit étant fait, on mettra deſſus des calles de bois de 4 à 5 pouces d'épaiſſeur, ſur leſquelles on formera le ſecond lit; ce que l'on continuera toujours de même juſqu'à une certaine hauteur; & pour empêcher que les bois ne ſoient endommagés par le grand hâle & les pluies, on fera enſorte qu'un des côtés ſoit plus élevé que l'autre pour former deſſus un toit avec de mauvaiſes planches : tout cela ſe voit (*Planche VIII. Fig.* 1).

A Rochefort, pour empiler ces pieces promptement & ſans peine, on a une pratique qui m'a paru mériter d'être rapportée ici.

Je ſuppoſe (*Planche VIII. Fig.* 2) qu'ayant formé la pile de bois *A B*, on veuille monter deſſus la piece *C D*, on forme un plan incliné avec les pieces *E F* & *G H*, dont un bout *E G* porte ſur la pile, & l'autre *F H* par terre. Lorſqu'on a placé la piece *C D* ſur le bout des pieces *F H*, on met un crochet ou crampon, au bout *C*, & un autre au bout *D*, avec les cordes *C I* & *D K*; & ayant attelé des bœufs aux bouts *I* & *K*, lorſqu'on les fait tirer, la piece *C D* monte ſur le plan incliné toujours parallélement aux pieces de la pile, & elle ſe trouve élevée deſſus & miſe en place très-promptement ſans exiger plus de deux hommes qui n'ont aucune fatigue.

A l'égard des bois moins gros, comme ſont les ſolives, (*Planche X. Fig.* 1.) on fait enſorte que chaque lit ſe croiſe pour qu'il y ait de l'air entre toutes les pieces, & on forme deſſus un toit léger avec des doſſes ou croûtes : on a ſeulement ſoin de faire les piles fort hautes, pour qu'il tienne plus de bois ſous un même toit.

On arrange quelquefois de même les chevrons & les planches (*Planche IX. Fig.* 1); mais quand cela ſe peut, il vaut

mieux les ranger debout le long d'un mur *A B* exposé au Nord (*Planche IX. Fig.* 2) faisant reposer le bas des planches sur des madriers *C D*, & élevant dessus un petit Auvent *E F* pour les garantir de la pluie qui tombe perpendiculairement.

Pour ce qui est des bois tors, genoux, varangues, alonges, il faut les lotir par espece, & les arranger le mieux qu'il est possible (*Planche IX. Fig.* 3 *&* 4) à peu près comme les bois droits, ayant attention de mettre la courbure en haut, afin que l'eau s'égoutte. Ou pour que les piles se forment plus réguliérement, on les arrange sur le plat, les posant sur des chantiers. A l'égard des courbes, courbatons, varangues acculées, (*Planche IX. Fig.* 5) on les arrange le plus réguliérement qu'il est possible la branche unique en bas; & pour le mieux, le long d'une muraille, les assortissant par grandeur: car pour toute espece de bois, il faut avoir grande attention à les lotir par échantillons semblables, pour éviter des remuements considérables qui coûtent toujours de la main-d'œuvre.

En Angleterre, on ne fait autre chose, pour conserver les bois, que de les mettre en pile à l'air, ayant grand soin de les assortir. On les range par classes: savoir, pour les bois droits, une grande piece, 2 moyennes, & 3 petites. A l'égard des courbes, 4 grandes, & 5 moyennes & petites; le tout disposé de maniere que, sans faire beaucoup d'embarras, on puisse retirer les pieces dont on a besoin. Les bois qui servent de genoux sont tenus à part.

Dans les ports que j'ai vus, on ne met point les bois sous des hangars; ils y occuperoient trop de place. On ne les met point non plus dans l'eau; mais quand on a élevé les membres, on les laisse un tems avant de les couvrir du bordage & du vaigrage, afin qu'ils se dessechent. Cette pratique est fort bonne pour Londres: mais en la suivant en Provence, les bois se fendroient prodigieusement; & en Ponant, les bois tendres s'altéreroient: c'est pourquoi on a tenté à Rochefort, d'établir sur les vaisseaux qui sont en construction, un toit fort léger qui s'appuie sur les membres même du vaisseau.

Quelqu'attention qu'on apporte à l'arrangement des bois dans les

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 289 sur 651

les chantiers, ils ne ſont pas entiérement à couvert des injures de l'air. Le petit toit qu'on établit ſur les piles, étant fait fort à la légere, l'eau paſſe par pluſieurs endroits, & tombe ſur les bois. Les bords des piles ne peuvent être à couvert de l'eau que le vent y porte, non plus que de l'ardeur du ſoleil : c'eſt pourquoi on a préféré de les mettre ſous des hangars, comme nous allons l'expliquer.

§ 2. Des Bois conſervés ſous les hangars.

IL eſt certain que les bois ſont beaucoup plus à couvert des injures de l'air ſous les hangars, que ſous les appentis dont nous venons de parler. Cependant on a vu les bois ſe pourrir ſous des hangars d'une énorme grandeur qu'on avoit fait conſtruire dans les ports de mer ; ou dans d'autres cas, ſe fendre ſi prodigieuſement que pluſieurs ne pouvoient pas ſervir à leur deſtination. Rendons ceci plus clair.

On a vu dans nos Expériences, que les bois d'une excellente qualité ſe fendent beaucoup plus que les autres, & que tous les bois qu'on expoſe à un prompt deſſéchement ſe fendent plus que ceux dont la diſſipation de la ſeve ſe fait lentement. C'eſt pour cette raiſon que les bois qu'on met ſous des hangars fort aérés en Provence, où la plûpart des bois ſont de très-bonne qualité, & où l'air eſt très-ſec, ſe fendent énormément : c'eſt donc le cas où il faut défendre les bois d'un trop grand hâle.

Il n'en eſt pas de même des bois tendres, & qu'on a à conſerver dans des Provinces plus ſeptentrionales ; ces bois étant moins ſujets à ſe fendre, & l'air plus humide ne précipitant pas autant leur deſſéchement, il eſt bon qu'ils ſoient plus expoſés à l'air, ſans quoi ils s'échaufferoient & ſe pourriroient. On l'a vu dans nos Expériences, & j'en ai ſouvent fait la remarque dans les ports : car au fond des hangars où il n'y avoit point de jour, les bois ſe pourriſſoient, pendant que ſur le devant où les hangars étoient fort ouverts, ils ſe fendoient.

En général il faut éviter de tenir les bois, ſur-tout ceux qui

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 290 sur 651

ont encore leur ſeve, dans un lieu trop renfermé ; & il ne faut pas les entaſſer immédiatement les uns ſur les autres. Il faut, au contraire, ménager aſſez d'eſpace entre les pieces, pour que l'humidité qui s'échappe ne ſe porte pas de l'une ſur l'autre, & ne s'amaſſe pas entr'elles : car on a vu dans nos Expériences qu'elle s'y corromproit & y occaſionneroit des champignons. Il ſuit de-là que, ſous les hangars comme en plein air, il faut les empiler ſur des chantiers élevés, & mettre de fortes calles entre les pieces.

Quand on fait des hangars pour y conſerver des bois, il faut donc éviter, ſur-tout dans les pays chauds, de les faire trop ouverts de tous les côtés : les bois s'y fendroient plus qu'en plein air ; mais en même temps il faut donner une iſſue aux vapeurs humides qui rempliſſent les endroits où l'on renferme beaucoup de bois.

Le moyen de remplir ces deux intentions, eſt de ne point ſe propoſer, en faiſant des hangars, de conſtruire un beau bâtiment formé d'une ſuite de belles arcades fort élevées & très-ſurbaiſſées, où les bois ſont preſque comme dehors : il eſt mieux de renoncer au beau coup d'œil que préſentent ces hangars, pour faire un bâtiment moins beau, mais plus utile. On aime toujours à faire de beaux bâtiments, & ſouvent on ne penſe pas aſſez à les rendre propres à remplir leur objet.

D'abord il faudra intercepter, autant qu'on le pourra, les exhalaiſons qui s'élevent du terrein, en faiſant dans toute l'étendue du hangar une aire de glaiſe bien battue, & aſſeoir deſſus un bon pavé à chaux & à ciment. Enſuite on formera une grande halle (*Planche X. Fig. 2 & 3*) dont la charpente ſoit ſoutenue par des arcades de pierre de taille, ou des poteaux qui doivent avoir peu d'élévation.

Cette halle ſera terminée aux deux bouts par deux grands pignons (*Fig. 2*), qui auront chacun deux grandes portes, & au-deſſus une grande fenêtre.

On fera un plancher à jour à la hauteur *L L*, & on jettera ſur cette halle un grand toit qui s'étendra juſqu'à 4 ou 5 pieds au-deſſus du terrein pour mettre les bois entiérement à l'abri

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 291 sur 651

du ſoleil & du vent; & aux baies des portes & fenêtres du pignon il y aura des ventaux & contrevents, qu'on fermera lorſque les circonſtances l'exigeront. Voila les bois à couvert de la pluie & du grand hâle; il faut maintenant donner une iſſue aux vapeurs: c'eſt pourquoi j'ai dit qu'il falloit que le plancher *L L* fût à jour; & j'ajoute qu'on fera au haut du toit des lucarnes, ou encore mieux des eſpeces de tuyaux de cheminée *E F*, qu'on tiendra fort larges pour former des ventouſes, & donner une iſſue aux vapeurs, qui étant plus légeres que l'air frais, s'élevent, & trouveront au haut du toit une iſſue par où elles s'échapperont, en même-temps qu'elles empêcheront le ſoleil & le vent de porter un trop grand hâle dans l'intérieur de la halle.

On entrera les groſſes pieces par les portes *G G*, & on les arrangera au raiz de chauſſée ſur des chantiers, en mettant entre deux, des calles comme nous l'avons expliqué plus haut; & on mettra au premier étage les petits bois, tels que le merrain, les gournables, les voliches, &c. dont on fera des piles à peu près comme on le voit (*Planche IX. Fig.* 1). C'eſt à ceux qui veilleront à l'arrangement des bois, à les aſſortir par eſpece, pour qu'on puiſſe tirer les pieces dont on aura beſoin, ſans être obligé de remuer beaucoup de bois.

Au reſte, quand on fait attention aux grands approviſionnements de bois qu'on fait dans les ports, on conçoit qu'il n'eſt pas poſſible de tout mettre ſous des hangars, & qu'on ne peut y placer que les bordages, les préceintes, les brions, &c. les merrains, les gournables & les pieces les plus précieuſes. Or, les pieces qu'il faut conſerver avec plus de ſoin, ſoit à cauſe qu'elles ſe trouvent rarement dans les Forêts, ſoit parce qu'elles ſont plus ſujettes à pourrir dans la place qu'elles occupent, ſoit parce qu'elles entraînent de grandes dépenſes quand il faut les changer, ſont les fourrures de gouttiere, les alonges d'écubier, les aiguillettes de porques, les gouttieres, toutes les ferres, les brions, les ringeots, les étraves, les étambots, les barres d'arcaſſe, les membres de la flottaiſon. A l'égard des pieces de quilles, des varangues & des genoux

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 292 sur 651

de fond ; comme ces pieces ſont toujours en deſſous de la ligne de flottaiſon, elles ſont moins ſujettes à pourrir ; mais comme elles ſont rares, il convient de les conſerver ſoigneuſement juſqu'à ce qu'elles ſoient employées. L'impoſſibilité où l'on eſt de conſerver tant de bois ſous des hangars, les inconvénients qu'il y a à les tenir à l'air, ont engagé à les mettre dans l'eau. Réſumons ce que nous avons dit de cette pratique.

§ 3. *Des Bois conſervés ſous l'eau.*

ON a vu des bois pourrir ſous des hangars; & ſans faire attention que ces bois en retour avoient des vices conſidérables dans le cœur, ſans examiner ſi les hangars étoient trop humides, ſans conſidérer qu'il tranſpiroit de leur ſol une quantité d'exhalaiſons, ſans penſer que ces bois entaſſés les uns ſur les autres retenoient une humidité pourriſſante, on s'eſt preſſé de condamner les hangars comme étant la vraie cauſe de tous les déſordres qui arrivoient à ces bois : d'un autre côté voyant que dans les Provinces méridionales, des bois dépoſés dans des endroits à couvert, mais expoſés au ſoleil & aux vents brûlants de ces Provinces, ſe fendoient beaucoup, au lieu d'en conclure qu'il falloit les tenir dans des bâtiments mieux fermés, on s'eſt preſſé de décider que les bois étoient très-mal ſous les hangars, & on a pris le parti de les mettre dans l'eau. C'eſt alors que les ſentiments ſe ſont trouvés très-partagés : les uns aſſuroient que les bois s'altéroient beaucoup dans l'eau ; d'autres penſoient qu'il étoit avantageux de les y laiſſer quelques mois avant de les empiler, ou à l'air, ou ſous des hangars ; d'autres prétendoient que le mieux étoit de les laiſſer toujours dans l'eau. C'eſt cette diverſité de ſentiments qui m'a engagé à faire un grand nombre d'Expériences ſur les bois plongés dans l'eau.

Ces Expériences nous ont fait voir :

1°, Qu'il faut beaucoup de temps pour que les bois ſoient raſſaſiés d'eau.

2°, Que l'eau douce s'insinue plus promptement dans les bois que l'eau de mer.

3°, Qu'un morceau de bois rassasié d'eau de mer se charge encore d'eau douce, quand on le plonge dans ce fluide.

4°, Que ces eaux étrangeres se dissipent assez promptement quand on a exposé au hâle le bois qui en est pénétré.

5°, Que l'eau dissout les parties les plus dissolubles de la seve, & qu'elle en emporte une partie lorsqu'elle se dissipe.

6°, Que les bois pénétrés d'eau de mer ne se dessechent point parfaitement, & qu'ils se chargent beaucoup de l'humidité de l'air.

7°, Que les bois parfaitement secs font l'hygrometre, augmentant ou diminuant de poids suivant que l'air est sec ou humide.

8°, Que les bois rassasiés d'eau font aussi l'hygrometre suivant l'état de l'atmosphere, lors même qu'on les tient sous l'eau.

9°, Que les bois qui ont été flottés, perdent plus de leur poids en se desséchant, que ceux qui ne l'ont point été; & qu'ils en perdent plus quand ils ont été plongés dans une eau courante, que lorsqu'ils ont été mis dans une eau dormante, & quand ils ont été tantôt dans l'eau & tantôt au sec.

10°, Que les bois tendres & de médiocre qualité, sont beaucoup plus altérés par l'eau, que les bois d'une excellente qualité; & que les bois blancs sont de même plus altérés par l'eau, que les bois durs, comme le Chêne, &c.

11°, Que les bois de Chêne de médiocre qualité sont beaucoup moins sujets à se fendre en séchant, quand ils ont été long-temps flottés que quand ils n'ont point été dans l'eau; ce qui vient de l'altération qu'ils ont soufferte: car les bois se fendent d'autant moins qu'ils sont plus tendres, & le bois pourri ne se fend point.

12°, Que les bois d'excellente qualité se fendent en séchant, quoiqu'ils aient resté long-temps dans l'eau.

13°, Que les bois, même les bois blancs, ne s'alterent point tant qu'ils restent dans l'eau, ou dans la terre humide, pourvu

qu'ils ne ſoient point expoſés au frottement de l'eau, qui les uſe peu à peu comme feroit un corps dur.

14°, Que l'introduction de l'eau dans le bois fait refermer les fentes ; mais que la ſolution de continuité ſubſiſte, enſorte que les fentes, les roulures, les cadranures, les gélivures, reparoiſſent quand le bois eſt deſſéché.

15°, Que l'eau empêche le progrès de la carie, & préſerve de pourriture le bois du cœur qui eſt en retour ; mais qu'elle ne remédie pas au mal qui ſe manifeſte quand les bois tirés de l'eau ſont deſſéchés.

16°. J'ai des pilotis de la démolition des Ponts de Saumur & d'Orléans qui ſubſiſtoient de temps immémorial : ces pilotis étoient de bois de Chêne qui paroiſſent avoir été de bonne qualité, parce que les couches annuelles en ſont très-ſerrées : quelques-uns étoient altérés au cœur, & avoient quelques nœuds & quelques gélivures, (*Planche X. Fig.* 5.) mais le reſte étoit très-ſain. Ayant laiſſé ſécher ces bois, je les ai fait travailler ; ils étoient durs ; ils ſe coupoient bien net ſous l'outil : on y reconnoiſſoit les pores du Chêne qui étoit devenu noir preſque comme de l'ébene ; & ces bois étant ſecs ſe ſont trouvés peſer 60 liv. le pied cube. On voit par-là, comme par nos Expériences, que les défauts qui ſe trouvent dans les bois quand on les met dans l'eau, y ſubſiſtent ſans faire de progrès. Le bois reſte donc dans l'eau tel qu'on l'y a mis. Pour avoir quelque choſe d'exact ſur l'altération de ce bois, il faudroit pouvoir connoître quel étoit ſon poids avant d'avoir été employé en pilotis ; mais 60 liv. eſt un bon poids pour du bois très-ſec, & celui-là l'étoit quand nous l'avons peſé. Dans certaines terres, les bois qui y ſéjournent long-temps changent de nature ; ils y deviennent pierre, & quelquefois agate ; mais les bois des pilotis des Ponts de Saumur & d'Orléans n'étoient point du tout pétrifiés.

17°, Les bois qui ont paſſé quelque temps dans l'eau, ſont, comme on l'a vu par nos Expériences, beaucoup moins ſujets à être piqués de vers, que ceux qu'on a toujours conſervés à l'air ; & comme il eſt prouvé d'un autre côté que l'eau eſt fort

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 295 sur 651

long-temps à pénétrer intimement un petit parallélipipede de Chêne d'un pouce quarré ſur deux pouces de longueur, il s'enſuit qu'une groſſe piece de bois ſera peu pénétrée d'eau en ſéjournant trois ou quatre mois dans une eau dormante : ainſi elle ſera peu altérée par ce flottage, & on aura l'avantage de moins craindre les vers.

Mais, dira-t-on, ſi par ce flottage on garantit les bois des vers qui les piquent & les moulinent dans l'air, on les expoſe en même-temps à ces vers aquatiques qui détruiſent les digues de Hollande. Je réponds à cela premiérement, que ces vers redoutables n'exiſtent point dans l'eau douce; & en ſecond lieu, nous ferons voir dans la ſuite de cet Ouvrage, que ces vers n'attaquent les bois que dans les mois de Juin, Juillet & Août, juſqu'à ce que les fraîcheurs de Septembre ſe faſſent ſentir : ainſi on a près de neuf mois à les laiſſer dans l'eau ſalée ſans rien craindre de ces vers.

Je penſe donc, d'après mes Expériences, qu'on peut flotter les bois nouvellement abattus, uniquement pour empêcher qu'ils ne ſoient piqués des vers ; & comme trois ou quatre mois ſuffiſent pour cela, leur qualité n'en ſera point diminuée, ſurtout ſi on les met dans une eau dormante, & ſi l'on fait enſorte qu'ils ne flottent point à la ſurface de l'eau.

Je dis plus : ſi l'on ſe propoſoit d'employer ces bois refendus en planches, ou en membrures pour la menuiſerie dans l'intérieur des bâtiments, on feroit bien de les mettre dans une eau courante, même au ſaut d'un moulin; parce que dans cette occaſion, il ne s'agit pas de ménager la force des bois, mais ſeulement de les empêcher de ſe fendre & de ſe tourmenter : ainſi il faut en quelque ſorte les uſer, & réduire les bois forts à l'état des bois tendres.

Il n'en eſt pas de même pour les bois de Charpente, à qui il faut ménager toute leur force : le mieux ſeroit aſſurément de les tenir ſous des hangars avec les précautions que nous avons détaillées. S'ils ſe pourriſſent dans cette poſition, il ne faudra pas en attribuer la cauſe, comme on l'a fait, à la ſeve qui ne peut pas s'échapper d'une groſſe piece de bois ; mais au com-

mencement d'altération qu'elle aura eu dans le cœur lorſqu'elle étoit ſur pied ; altération dont j'ai amplement parlé dans le *Traité de l'Exploitation*, *Liv. V*, *Chap. III.*

Je m'abſtiendrai cependant de pouſſer les choſes à l'extrême, & de prétendre qu'on perd les bois en les mettant dans l'eau. Mes Expériences me font croire que l'eau ne remédie point aux vices dont une piece eſt affectée d'origine : elle empêche que ces défauts ne faſſent du progrès, elle les maſque ; mais ils reparoiſſent quand les pieces tirées de l'eau ſont parvenues à leur état de ſéchereſſe. D'ailleurs nous avons prouvé que le flottage des bois endommageoit plus les bois tendres que les bois forts, qui, après avoir reſté long-temps dans l'eau, ſe fendent & s'éclatent lorſque ces bons bois viennent à ſe deſſécher. Qu'on traite, comme on voudra, une piece ſaine de bon Chêne de Provence, il ſera de longue durée ; & qu'on s'y prenne, comme on voudra, pour conſerver une piece de bois gras en retour, & qui a un commencement d'altération dans le cœur, on ne parviendra pas à la conſerver, elle pourrira inceſſamment. Je conviens, comme je l'ai déja dit, que l'eau empêche le progrès du mal ; mais c'eſt un petit avantage puiſqu'on ne le détruit pas, que les défauts reparoiſſent dans les bois de mauvaiſe qualité, & que les bois forts ſe fendent, lorſqu'étant tirés de l'eau, ils ſe deſſechent.

Je crois cependant qu'il ſeroit plus avantageux de les tenir dans l'eau, que de les laiſſer expoſés aux injures de l'air ſans prendre aucune précaution ; mais ſi l'on ſe détermine à les mettre dans l'eau, il faut faire enſorte qu'ils ne flottent point, & ſur toute choſe qu'ils ne ſoient point tantôt à l'eau & tantôt à l'air, comme je l'ai vu au bord de la mer, où à toutes les marées ils étoient mouillés, & ils reſtoient à ſec quand la mer étoit retirée. Mes Expériences ont prouvé que c'eſt le cas où les bois ſouffrent la plus grande altération.

Il eſt encore très-important d'éviter d'empiler les bois dans des endroits où ils ſont expoſés aux exhalaiſons qui ſortent du terrein, comme cela arrive très-fréquemment, & preſque néceſſairement au bord de la mer & des rivieres.

J'ai

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 297 sur 651

J'ai vu remuer de ces piles de bois où les pieces de l'intérieur des piles étoient pleines de champignons, pendant que celles du deſſus étoient extrêmement fendues; car les bons bois trop expoſés au hâle ſe fendent prodigieuſement.

Entre ceux qu'on met ſous des hangars, les uns ſont ſujets à ce défaut, d'autres ſont piqués de vers ſi on ne les a pas mis quelque temps flotter dans l'eau (*). Ceux qu'on met au fond de l'eau, perdent toujours un peu de leur qualité; & ſi c'eſt de l'eau ſalée, ils ſont détruits par les vers aquatiques qui endommagent les vaiſſeaux & les digues de Hollande. Nous rapporterons dans la ſuite les recherches que nous avons faites pour mettre les bois à couvert des déſordres que cauſent ces inſectes; mais en attendant, je vais expoſer un moyen que je crois pratiqué en Italie, & que je ſoupçonne avoir auſſi été mis en uſage à S. Malo. J'avoue que je ne l'ai point éprouvé : le voici.

Il faut faire ſur le terrein où l'on ſe propoſe de mettre les bois un lit de gros ſable ou de gravier de 3 ou 4 pouces d'épaiſſeur : on arrange deſſus les préceintes & les bordages, de ſorte qu'ils ne ſe touchent point : on met du même gravier qui remplit tous les vuides, & qui recouvre le premier lit de bordages de 2 à 3 pouces d'épaiſſeur; & faiſant alternativement un lit de gravier & un lit de bordages, on éleve la pile à telle hauteur qu'on veut, en garniſſant ſes bords avec de mauvaiſes planches pour retenir le ſable, & on finit par une épaiſſe couche de ſable. Je crois qu'à S. Malo on les enterre dans du ſable humide; mais en Italie, on fait ces piles ſous des halles.

(*) Il y a des eſpeces de bois qui ſont très-ſujets à être piqués par les vers, de ſorte que dans un même magaſin quelques pieces ſont vermoulues pendant que d'autres ne ſont point attaquées par les vers. En général l'aubier eſt plus ſujet à être vermoulu que le bois, & quelquefois il eſt entiérement réduit en pouſſiere pendant que le bois eſt très-ſain. J'ai remarqué encore qu'il y a certains hangars où ces inſectes font beaucoup plus de déſordre que dans d'autres, & les bois que l'on conſerve à l'air ſont moins ſujets à la vermoulure que ceux qu'on tient ſous les hangars. Ce que j'ai trouvé de meilleur pour préſerver les bois de la vermoulure eſt de les mettre, auſſitôt qu'ils ſont abattus & débités, paſſer quelques mois dans l'eau, comme nous l'avons déjà dit en parlant des bois que l'on conſerve ſous l'eau.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 298 sur 651

Voilà à peu près à quoi ſe réduit ce que nous avions à dire ſur la Conſervation des bois dans les chantiers & les arcenaux : examinons maintenant ce qu'on peut eſpérer d'un moyen qui a été propoſé pour prolonger la durée des bois en les deſſéchant par la chaleur du feu.

EXPLICATION *des Planches & des Figures du Livre ſecond.*

PLANCHE VII.

LA FIGURE 1, repréſente un corps d'arbre nouvellement abattu & refendu en planches, qu'on a placées les unes ſur les autres dans le même ordre qu'elles étoient dans la piece entiere; & les ayant ſerrées avec des moiſes, elles ſe ſont trouvées au bout d'un temps conſidérablement endommagées, pendant que les planches priſes d'un arbre ſec ne l'étoient pas.

La Figure 2 repréſente une piece de bois quarré qu'on a coupé par parallélipipedes 1, 2, 3, 4, &c. le parallélipipede 4 eſt reſté entier; celui 3 a été coupé en deux; celui 2 en 3, & celui 1 en 4, pour reconnoître ſi l'évaporation de la ſeve ſe fait en raiſon des ſurfaces.

La Figure 3 repréſente des pieces de bois qu'on a mis ſe deſſécher, les unes poſées verticalement; à quelques-unes le bout des racines en haut, & à d'autres ce bout en bas; on en a poſé auſſi horizontalement *D D* ſur des chantiers, & de temps en temps on les plaçoit en équilibre comme *E* ſur un morceau de fer *F* en couteau.

Les Figures 4 *&* 5 repréſentent des balances hydroſtatiques pour reconnoître l'augmentation & la diminution du poids des parallélipipedes *E* plongés dans l'eau.

La Figure 6 repréſente la direction des fentes qui ſe ſont formées ſur le bout d'une piece de bois refendue à la ſcie, & dont le cœur *A* de l'arbre étoit à un des angles de la piece.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 299 sur 651

Les Figures 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14, repréſentent la direction qu'affectent communément les fentes, ſuivant que le centre de l'arbre eſt dedans ou hors la piece.

La Figure 15 ſert à faire voir une ſubſtance grenue qui s'apperçoit entre les fibres ligneuſes dans des barreaux rompus; mais on a augmenté la quantité de cette ſubſtance pour la rendre plus ſenſible qu'elle n'eſt dans le naturel.

La Figure 16 eſt un corps d'arbre refendu en deux pour faire voir comment les fibres ligneuſes ſe rapprochent lorſque les arbres ſe deſſechent.

PLANCHE VIII.

LA FIGURE 1 fait voir comment on doit empiler les bois quarrés qui reſtent à l'air en les plaçant ſur des chantiers, mettant entre les pieces des cales aſſez épaiſſes, & faiſant enſorte que les pieces ne ſe touchent point dans le ſens vertical. On voit auſſi une partie de cette pile de bois couverte d'une eſpece d'auvent pour empêcher que la pluie ne tombe deſſus.

La Figure 2 ſert à faire concevoir comment on peut former les piles *Figure 1*, par le tirage des bœufs, en faiſant gliſſer les pieces *C D* ſur des pieces *E F*, *G H*, qui forment un plan incliné.

PLANCHE IX.

LA FIGURE 1 repréſente des piles de planches ou de merrain ou de gournables, qui ſont couvertes par un petit toit fait de mauvaiſes planches.

La Figure 2 fait voir comment on peut diſpoſer les planches dans une poſition verticale le long d'un mur, les élevant ſur des chantiers *C D*, & les couvrant d'un petit auvent *E F*.

Les Figures 3 & 4 repréſentent des genoux, ou d'autres bois tors placés ſur des chantiers.

La Figure 5 repréſente des varangues de fond, des courbes ou courbatons qui ſont rangés à peu près par échantillons ſur un endroit pavé & le long d'un mur.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 300 sur 651

La Figure 6 a rapport au Livre III, & repréſente un bordage qu'on attendrit par le feu pour pouvoir le courber ſans le rompre.

PLANCHE X.

LA FIGURE 1 repréſente une pile de bois ſur laquelle on a établi un toit avec de mauvaiſes planches.

La Figure 2 eſt une halle pour mettre les bois précieux à couvert; on la voit par le bout ou par le pignon.

La Figure 3 eſt la même halle vue dans ſa longueur. Les eſpeces de cheminées *E F* qu'on voit s'élever au-deſſus du toit, ſont de larges ventouſes qui ſervent à diſſiper l'humidité qui s'échappe des bois.

La Figure 4 eſt le plan de cette halle.

La Figure 5 eſt un tronc d'arbre qui eſt carié au cœur, & qui a un nœud pourri.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 301 sur 651

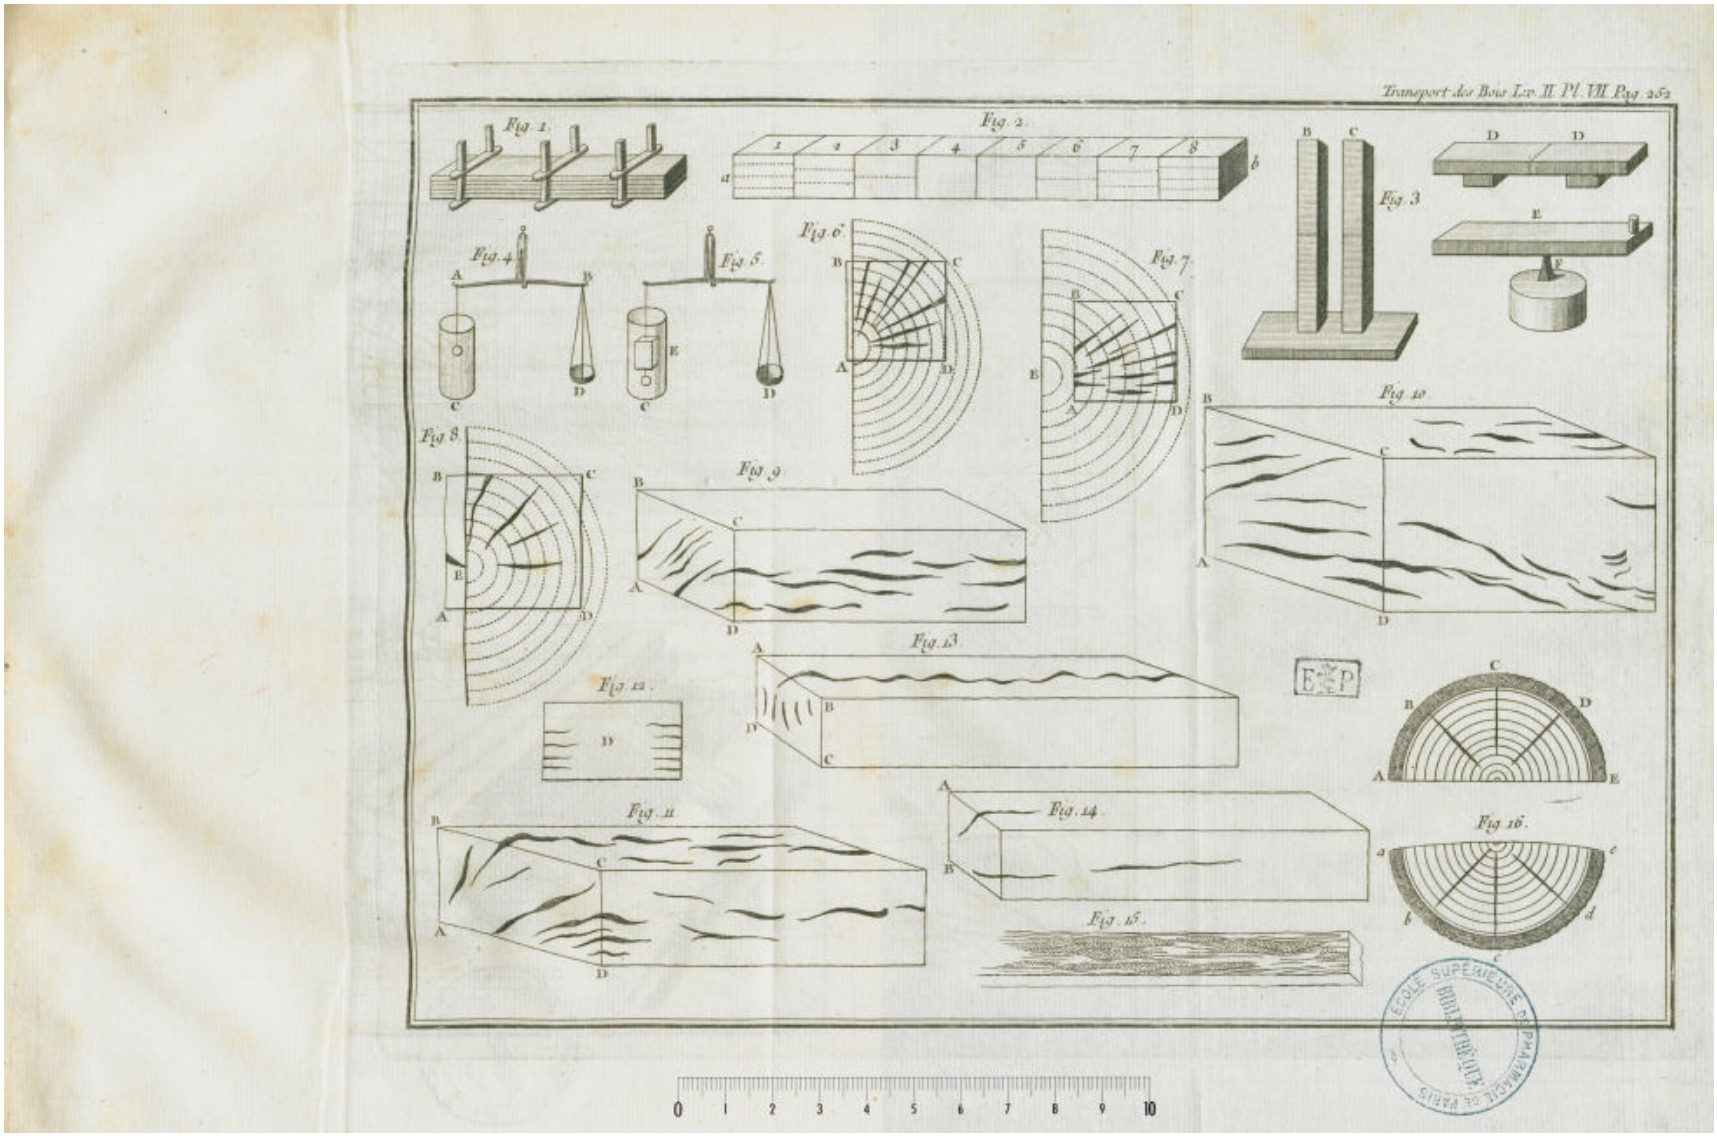

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 302 sur 651

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

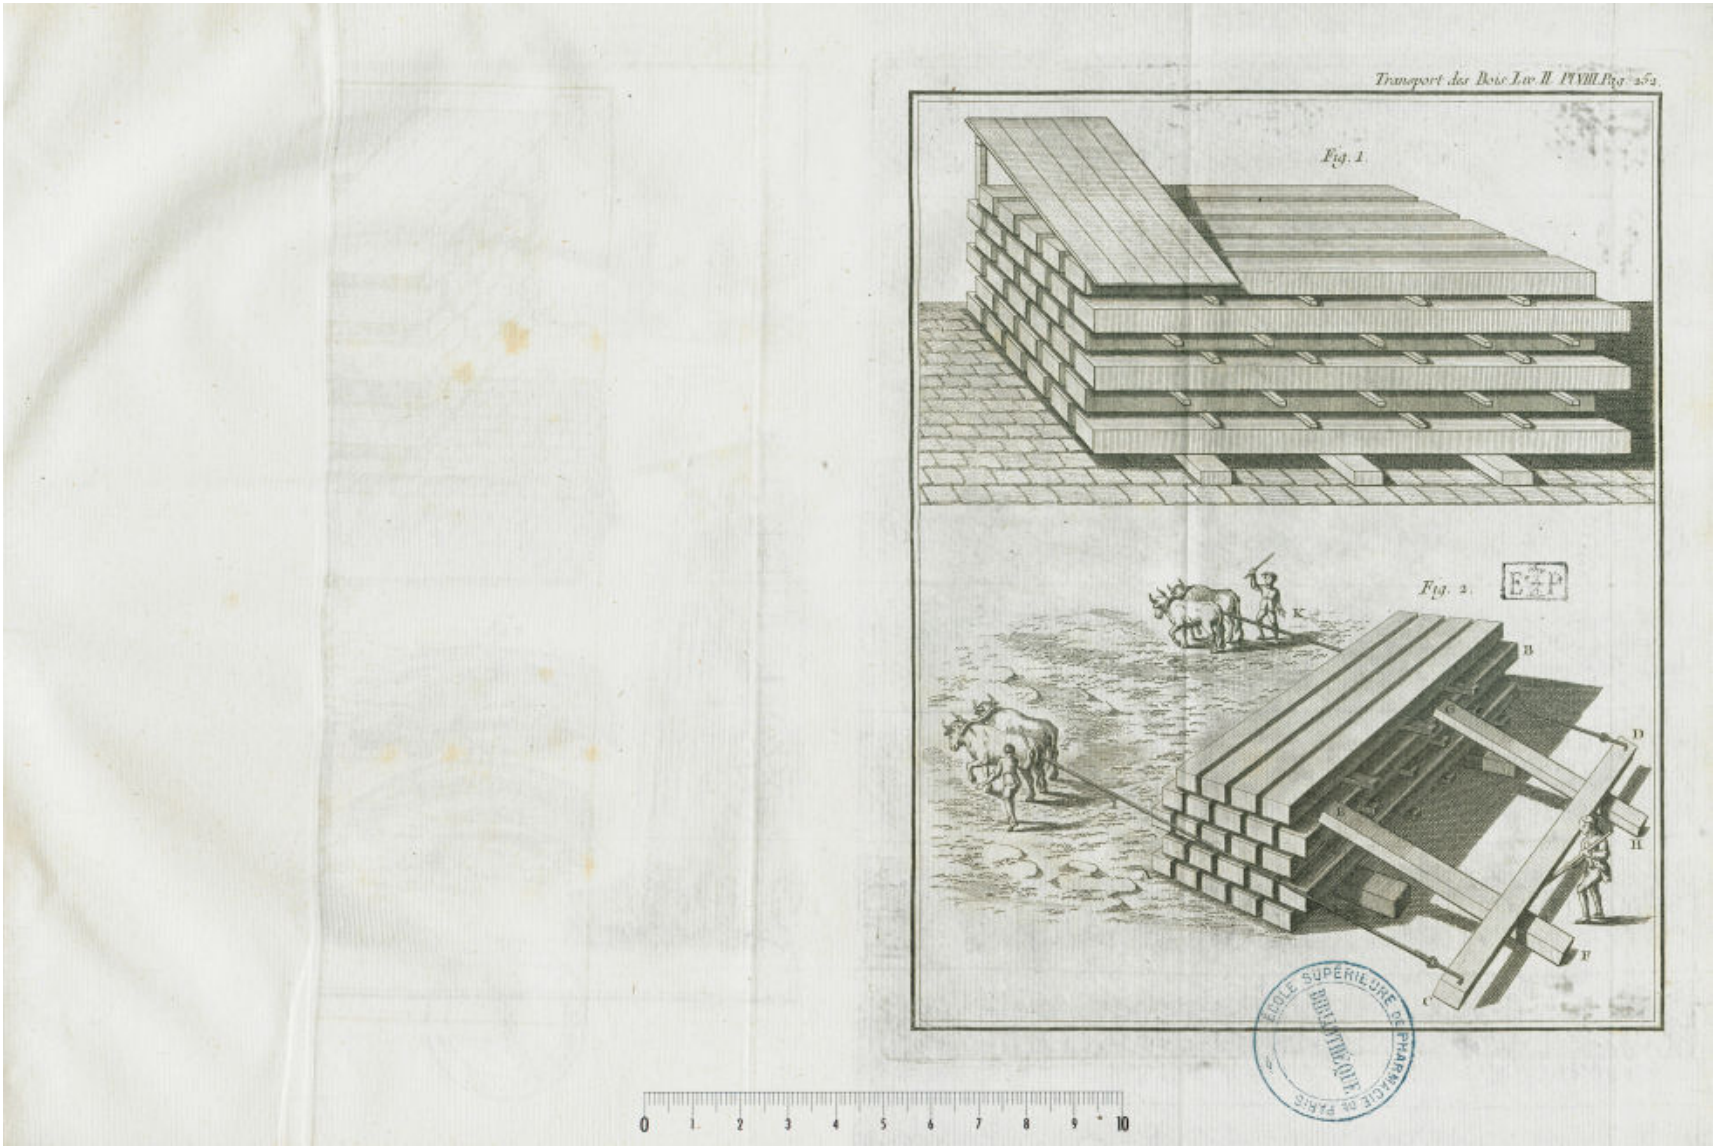
Transport des Bois Liv. II. Pl. VIII. Pag. 252.
Fig. 1.
Fig. 2.
K
B
D
H
F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

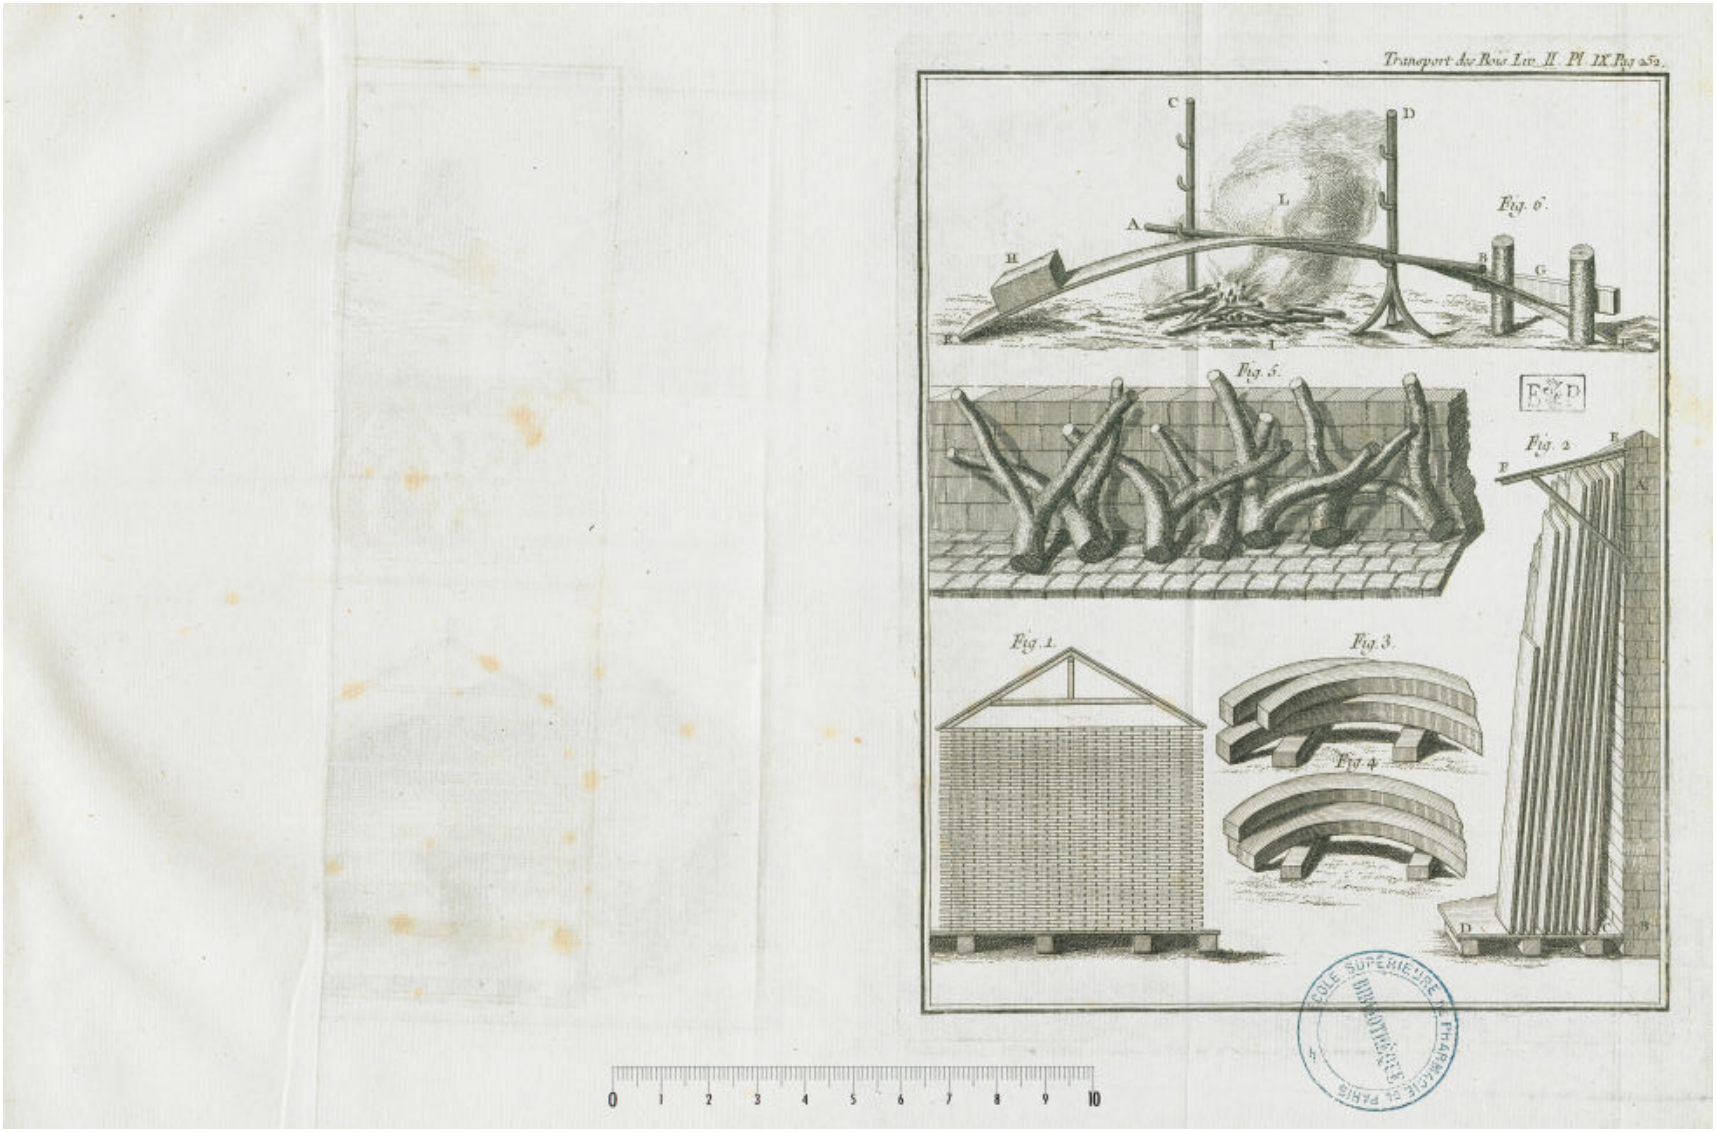
Transport des Bois Liv. II. Pl. IX. Pag 259.
Fig. 6.
Fig. 5.
Fig. 2.
Fig. 1.
Fig. 3.
Fig. 4.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

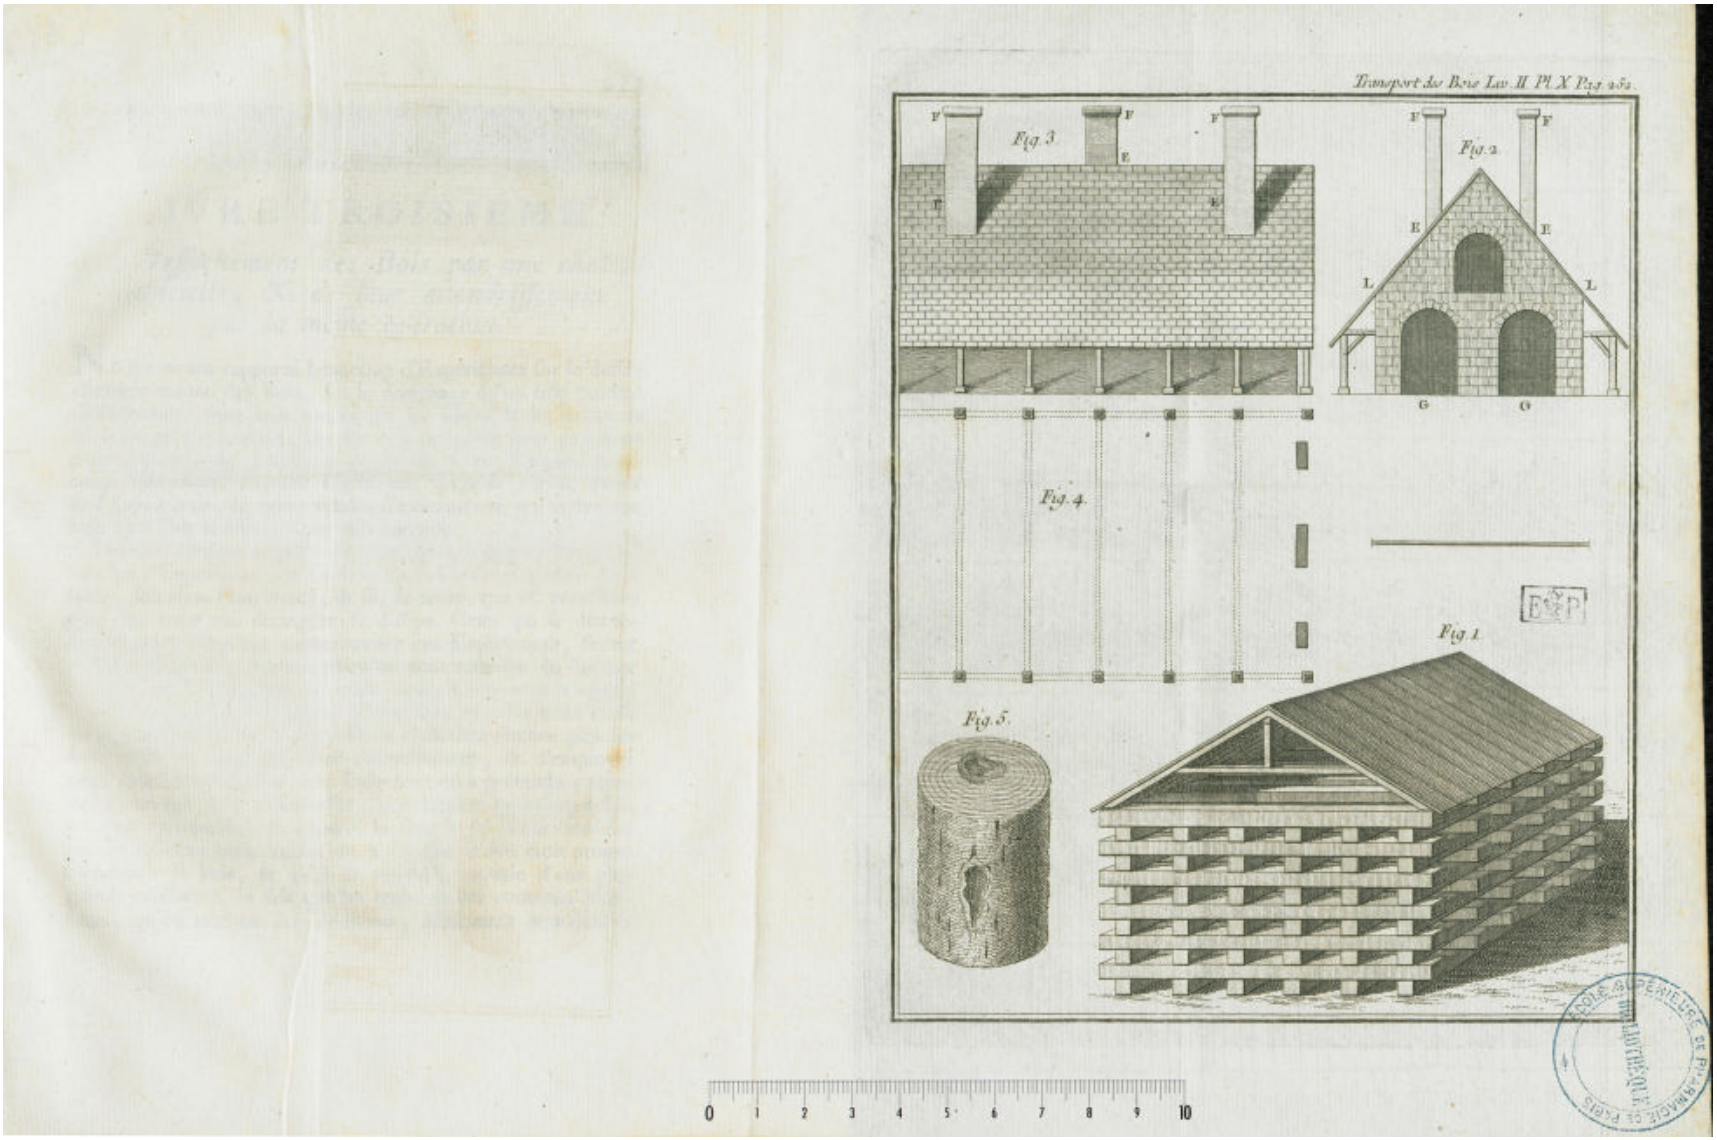
Transport des Bois Liv. II Pl. X Pag. 262.
Fig. 3.
Fig. 2.
Fig. 4.
Fig. 1.
Fig. 5.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

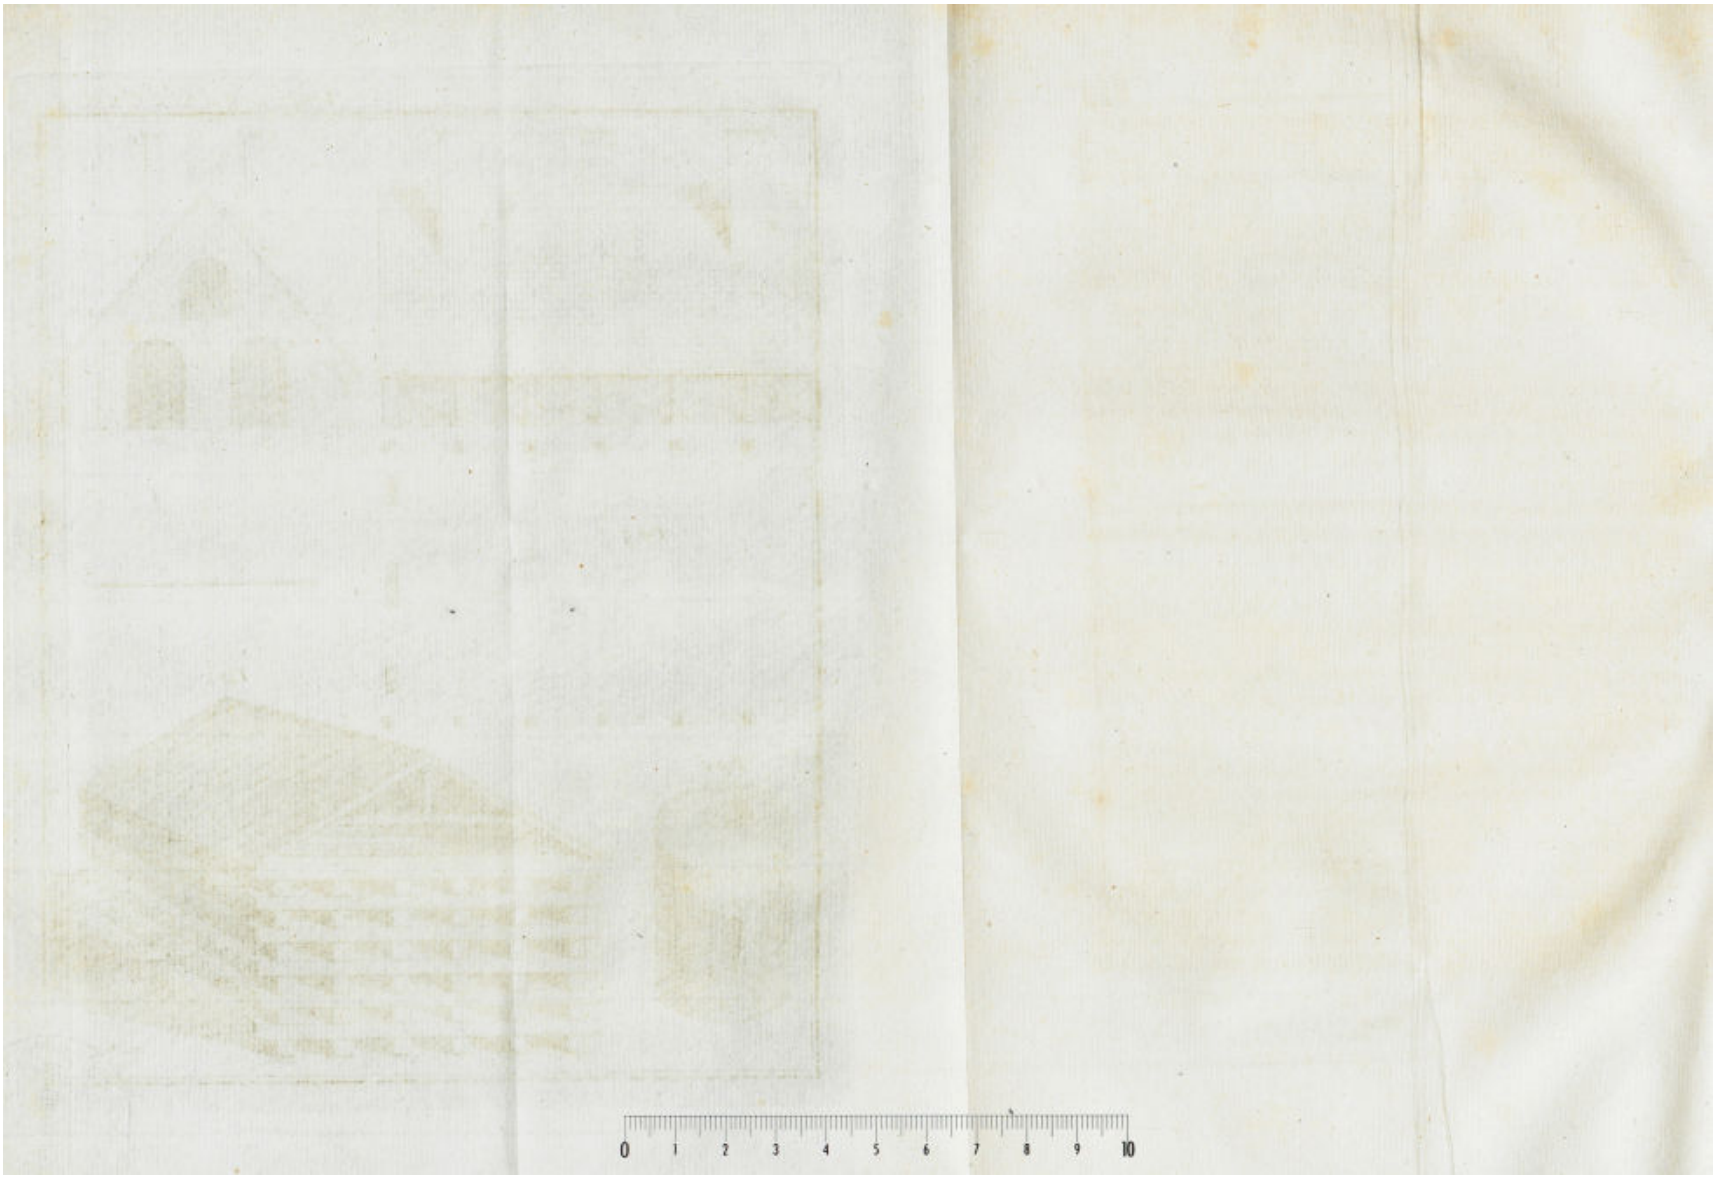
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LIVRE TROISIEME.

Du Deſſéchement des Bois par une chaleur artificielle, & de leur attendriſſement par la même opération.

Nous avons rapporté beaucoup d'Expériences ſur le deſſéchement naturel des Bois, ſur le dommage qu'un trop prompt deſſéchement peut leur cauſer par les fentes & les contours bizarres qu'ils prennent, ſur les moyens qu'on peut employer pour prévenir ces accidents, ou au moins les diminuer beaucoup. Ces objets ont été amplement diſcutés dans le *Traité de l'Exploitation*, & nous venons d'examiner ce qui arrive aux bois que l'on conſerve ſous des hangars.

Dans le Livre précédent nous avons encore rapporté un grand nombre d'Expériences ſur l'imbibition des bois, ſoit dans l'eau ſalée, ſoit dans l'eau douce, & ſur le temps qui eſt néceſſaire pour que cette eau étrangere ſe diſſipe. Ceux qui ſe donneront la peine d'étudier attentivement ces Expériences, ſeront en état d'apprécier l'avantage qu'on peut attendre du flottage des bois, & le préjudice que cette opération peut leur cauſer.

Comme on s'étoit perſuadé que la ſeve étoit la ſeule cauſe de la pourriture, on a propoſé de deſſécher encore plus les bois qu'ils ne peuvent l'être naturellement, & d'employer pour cela l'action du feu : non ſeulement on a prétendu y trouver l'avantage de ſe débarraſſer d'une liqueur qu'on regardoit comme corruptible, & comme la ſource de l'altération des parties ſolides ; mais encore on a cru que le feu étoit propre à endurcir le bois, & qu'il le rendroit capable d'une plus grande réſiſtance. Je ſais que les manches des couteaux communs, qu'on nomme des *Jambettes*, deviennent très-durs &

très-ſolides par l'opération qu'on leur fait éprouver, qui change tellement l'organiſation du bois que j'ai pluſieurs fois été embarraſſé de reconnoître de quel bois ils étoient faits. M'étant trouvé à S. Etienne en Foreſt, je vis que ces manches étoient preſque tous de Hêtre, & que ce qui augmente leur dureté, vient de ce qu'on les moule entre deux plaques d'acier qu'on fait chauffer, & qu'on place dans une forte preſſe : la chaleur des plaques fond, ou au moins attendrit beaucoup les fibres ligneuſes ; la preſſion les rapproche les unes des autres, elles s'uniſſent & ſe ſoudent en quelque façon les unes aux autres ; par-là leur denſité & leur dureté eſt beaucoup augmentée. Quand j'ai dit que les fibres ligneuſes entroient en quelque façon en fuſion, je n'ai rien dit de trop ; puiſqu'entre les deux plaques d'acier qui forment le moule, il s'étend des balevres d'un quart de pouce de longueur qui reſſemblent aux jets des métaux qu'on jette en moule. Il eſt certain que cette opération doit rendre le bois bien meilleur ; mais elle n'eſt praticable que pour de très-petits ouvrages, & je ne la rapporte que pour faire appercevoir le changement le plus notable qui puiſſe arriver au bois qu'on expoſe à une chaleur vive.

CHAPITRE PREMIER.

Examen de ce que l'action immédiate du feu peut produire pour augmenter la durée des Bois.

ON s'EST perſuadé que la chaleur du feu, indépendamment de l'effet de la preſſe, durciſſoit beaucoup le bois ; & l'on cite pour exemple l'uſage où ſont les Sauvages qui ne connoiſſant point les métaux, ont des fleches de bois qu'ils font chauffer juſqu'à en griller le bout pour les endurcir ; mais j'ignore de quel bois elles ſont, & quel degré de dureté elles

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 311 sur 651

acquierent par ce moyen. Quoi qu'il en ſoit, c'eſt dans cette perſuaſion que l'on a coutume de brûler le bout des pieux à la partie qui doit entrer en terre, pour empêcher qu'ils ne pourriſſent trop promptement.

On ſait que les pieux, dont un bout eſt enfoncé dans la terre & le reſte eſt à l'air, pourriſſent très-promptement, ſurtout au niveau de la terre; & que pour prévenir ce dépériſſement, pluſieurs ont coutume de brûler la partie des pieux qui doit être en terre juſqu'à un demi-pied au-deſſus du terrein. Voici les Expériences que j'ai faites pour eſſayer de connoître ce qu'on pouvoit eſpérer d'avantageux de cette pratique.

Article I. *Expériences faites ſur des pieux pour m'aſſurer ſi le feu prolonge ſenſiblement leur durée.*

1°, Je pris un rondin de Chêne abattu en Octobre 1732; je le fis écorcer, & mettre en partie en terre comme ſi ç'eût été un poteau : l'ayant viſité ſix ans après en Avril 1738, non-ſeulement l'aubier étoit pourri; mais même le bois étoit fort endommagé.

2°, Un autre rondin pareil s'eſt trouvé à très-peu de choſe près dans le même état en 1738; ſeulement le bois étoit un peu moins altéré.

3°, Un pareil rondin verd & écorcé comme les précédents, fut mis, par le bout qui devoit être en terre, dans un grand braſier pour réduire en charbon la ſuperficie de l'aubier. Dans cette opération, il perdit 7 livres 15 onces 4 gros de ſon poids: ſur le champ, on mit en terre la portion qui étoit grillée. En 1738, la ſuperficie de ce pieu paroiſſoit ſaine, parce que la croûte charbonneuſe n'avoit ſouffert aucune altération. On ſait que le charbon eſt une ſubſtance incorruptible. Mais ſous cette croûte, l'aubier étoit un peu moins endommagé que celui des pieux premier & ſecond qui n'avoient point été grillés : cependant le bois du cœur étoit à très-peu de choſe près dans le même état que celui de la piece N°. 2.

4°, Un pareil rondin verd & écorcé, fut grillé comme celui du N°. 3; & dans cette opération, il perdit 6 livres 2 onces de ſon poids. En 1738, l'aubier & le bois ſe trouverent un peu en meilleur état qu'au rondin N°. 3.

5°, Pour répéter ces mêmes Expériences ſur des bois ſecs, je fis ſcier de pareils rondins au pied des ridelles qui avoient été abattues l'année précédente; je les fis écorcer & griller comme les rondins verds. Le rondin N°. 5 perdit à cette opération 5 livres 8 onces de ſon poids. En 1738, l'aubier étoit preſque réduit en terre; mais le bois étoit un peu meilleur que celui des bois verds.

6°, Un rondin ſemblable au précédent, d'un an d'abattage, ne perdit de ſon poids, en grillant, que 2 livres 11 onces. Il eſt vrai que, comme il étoit ſec, je craignois de le trop brûler. En 1738, la ſuperficie réduite en charbon étoit ſaine; l'aubier étoit réduit en terre, & le bois étoit un peu meilleur que celui du N°. 5, quoiqu'il fût traverſé de veines blanches très-échauffées.

7°, Un rondin pareil aux précédents, abattu depuis un an, fut écorcé, & mis en terre ſans l'avoir brûlé. En 1738, l'aubier étoit entiérement détruit, & rempli de fourmis qui y avoient fait leur logement. Il y avoit auſſi dans cet aubier de petits cloportes: ces inſectes ne ſe ſont rencontrés dans aucun autre rondin. Le bois du cœur avoit encore un peu de ſolidité.

8°, Un rondin tout pareil, d'un an d'abattage, fut écorcé, & mis en terre ſans avoir été brûlé. Son aubier, en 1738, étoit abſolument anéanti, & le bois un peu meilleur que celui du N°. 7.

On voit par ces Expériences que l'opération de brûler les pieux, prolonge un peu leur durée: je dis un peu; car les rondins brûlés étoient très-endommagés: mais quand nous aurions apperçu une différence plus marquée, ſeroit-il poſſible de faire uſage de ce moyen pour de gros bois? Si en brûlant l'extrémité d'un pieu, la chaleur pénetre juſqu'au centre, il n'en ſera pas de même lorſqu'on expoſera au feu une groſſe piece.

ARTICLE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 313 sur 651

ARTICLE II. *Expérience faite sur les Baux d'un Vaisseau.*

M. le Vasseur, actuellement Commissaire de la Marine à Bayonne, fit brûler les bouts des baux du Vaisseau *le Ferme*, avant de les mettre en place, de sorte que la surface de ces baux étoit couverte d'une couche de charbon de l'épaisseur de quatre lignes sur les quatre faces. Ces baux brûlés se sont pourris au moins aussi-tôt que ceux qui ne l'avoient point été.

Comme on a toujours pensé que le bois dont la superficie auroit été réduite en charbon, seroit de plus longue durée, on en a fait l'épreuve sur plusieurs vaisseaux; mais les vaisseaux changeant de département, ceux qui ont fait les épreuves en changeant aussi, & ces Expériences étant fort longues, on a le plus souvent oublié qu'on les eût commencées sur tel vaisseau; ce qui fait que je n'ai eu connoissance que de celle que je vais rapporter.

Etant à Rochefort, en 1737 ou 1738, avec quelques Officiers de ce département, qui pensoient que la croûte charbonneuse contribuoit à la conservation du bois, il arriva qu'on délivra des bordages qui avoient été brûlés par le côté qui touchoit aux membres. Effectivement, si l'on s'étoit contenté d'examiner la superficie charbonneuse de ces bordages, on les auroit jugé très-sains; mais en ayant fait parer plusieurs pour enlever ce qui étoit réduit en charbon, on trouva le bois de dessous cette croûte pourri presque comme à ceux qui n'avoient pas été chauffés.

Il ne faut donc pas croire qu'il y ait un grand avantage à brûler la superficie du bois pour le préserver de la pourriture. Au contraire, on peut regarder tout ce qui a été brûlé comme perdu. Ceci est bien prouvé par mes Expériences, par celle de M. le Vasseur, & par l'Observation que je viens de rapporter.

ARTICLE III. *Conséquences des Expériences précédentes.*

ON peut conclure de ces Expériences que la substance

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 314 sur 651

charbonneuſe qui couvre le bois, n'empêche point que l'humidité ne pénetre dans la piece, & que l'aubier ne pourriſſe. Si on a trouvé le bois un peu moins altéré dans les rondins qui ont été brûlés, qu'aux autres, ce n'eſt pas à la couche de charbon qui les recouvroit qu'on en eſt redevable, mais apparemment à la chaleur qui a pénétré dans le bois. Elle aura peut-être diſſipé un peu de ſon humidité, ou elle aura mis en fuſion la ſubſtance gélatineuſe qui aura durci le bois. Mais ce bon effet qui a été peu conſidérable ſur des rondins qui n'étoient pas gros, ne s'eſt point du tout fait appercevoir ſur les baux du vaiſſeau *le Ferme*, qui étoient des pieces trop groſſes pour que la chaleur eût pu en pénétrer toute la ſolidité, quoique leur extérieur fût réduit en charbon.

Quoi qu'il en ſoit, nous avons cru qu'il convenoit d'examiner ce qui arriveroit au bois qu'on n'expoſeroit pas à une chaleur vive capable de les brûler; mais qu'on tiendroit long-temps expoſés à une chaleur plus modérée, qui les pénétreroit plus intimement. Cependant avant de rapporter toutes les Expériences que nous avons exécutées, il eſt bon de faire remarquer qu'en expoſant les bois à la chaleur du feu, on s'eſt propoſé deux objets: l'un, de ſavoir s'il ſeroit poſſible, par ce moyen, de prolonger leur durée; l'autre, de les attendrir par la chaleur pour pouvoir les ployer & les contraindre à prendre la courbure qui ſeroit néceſſaire pour s'ajuſter aux contours qu'on auroit à leur faire prendre. Je m'étendrai dans la ſuite ſur ce dernier article; mais j'ai cru en devoir avertir d'avance, parce que les Expériences que je vais rapporter auront quelquefois trait à l'un & l'autre objet.

CHAPITRE II.

Des Effets d'une chaleur modérée & long-temps continuée ſur pluſieurs Pieces de Bois, les unes vertes, les autres ſeches.

Comme, en exécutant les Expériences que je viens de rapporter, je m'étois apperçu que, quoique le deſſus des bois fût réduit en charbon, la chaleur n'avoit pas pénétré juſqu'au centre des pieces qui étoit fort humide, j'ai cru devoir faire uſage du feu avec plus de modération, en n'expoſant point les bois à l'action immédiate du feu.

Article I. *Expériences faites ſur pluſieurs Pieces de Bois ſéchées à pluſieurs repriſes, juſqu'à ce que la chaleur les eût pénétrées intimement.*

Dans le mois d'Août 1724, on a pris un morceau de bois de Chêne, de 2 pieds 6 pouces de longueur ſur 12 & 12 pouces d'équarriſſage, qui étoit de coupe nouvelle : il peſoit 195 liv.

Premiere Opération.

On l'a mis dans un four chauffé comme pour cuire du pain. Après y avoir reſté 24 heures, ſon poids étoit réduit à . . . . . 175 liv.

Il étoit donc diminué de 20

Il s'étoit contracté d'une ligne ſur chaque face ; & à un des bouts, il s'étoit formé au cœur une fente de 2 lignes d'ouver-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 316 sur 651

ture, 3 pouces de longueur & 4 pouces de profondeur.

SECONDE OPÉRATION.

ON le remit paſſer encore 24 heures dans le four échauffé au même point. Au ſortir du four il peſoit . . 163 liv. 8 onc.
Ainſi ſon poids étoit encore diminué de . . 11 . . 8
Point de diminution ſenſible dans le volume; aucun changement dans la fente.

TROISIEME OPÉRATION.

AYANT encore paſſé 24 heures au four, ſon poids étoit réduit à . . . . . 158 liv. 8 onc.
Diminué de. 5
Ce morceau de bois étoit réduit ſur une face à 11 pouces 7 l. & demie, & ſur l'autre à 11 pouc. 7 l.
Point de changement ſenſible dans la fente.

ARTICLE II. *Expérience faite ſur un bout de Madrier de coupe nouvelle.*

CE Madrier avoit 2 pieds 6 pouces de longueur ſur 1 pied de largeur & 3 pouces d'épaiſſeur. Il peſoit 44 liv.

PREMIERE OPÉRATION.

AYANT mis ce Madrier dans un four chauffé au degré propre à cuire le pain, 24 heures après il peſoit 34 liv. 3 onc.
Son poids étant diminué de. . . . . 9 . . 13
Il n'avoit que de très - petites gerces; mais il s'étoit contracté d'une ligne tant ſur la largeur que ſur l'épaiſſeur.

SECONDE OPÉRATION.

ON le remit au four; & après y avoir reſté 24 heures, il

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 317 sur 651

pesoit . . . . . 29 liv. 12 onc.
Son poids étant diminué de. . . . . 4 . . . 7
Sa largeur étoit réduite à 11 pouc. 9 lign. & son épaisseur à 2 pouc. 11 lignes.
On a apperçu plusieurs gerces sur l'épaisseur; elles étoient longues & fort étroites.

Troisieme Opération.

On le remit au four; & après y avoir resté 24 heures, il pesoit . . . . . 28 liv. 10 onc.
Ainsi son poids étoit diminué de . . 1 . . . 2
Sa largeur étoit de 11 pouc. 9 lignes, & son épaisseur de 2 pouces 11 lignes.
Les gerces ne s'étoient pas sensiblement ouvertes.

Article III. *Expérience faite sur un bout de Poteau.*

Ce Poteau avoit 2 pieds 6 pouces de longueur sur 12 & 12 pouces d'équarrissage; il pesoit 188 liv.

Premiere Opération.

On le mit passer 24 heures dans le four chaud : au sortir, il pesoit . . . . . 167 liv.
Son poids étoit diminué de 21
Sa largeur étoit de 11 pouces 10 lignes, & son épaisseur de 11 pouces 10 $\frac{1}{2}$ lignes.
On voyoit de très-petites gerces au cœur de la piece.

Seconde Opération.

Ce Poteau ayant encore passé 24 heures dans le four chaud, il pesoit. . . . . 155 liv. 5 onc.
Ainsi il avoit diminué de . . . . . 11 . . 11
Sa largeur étoit de 11 pouc. 9 lignes, & son épaisseur de 11 pouces 10 $\frac{1}{2}$ lignes.

Les fentes du cœur s'étoient ouvertes d'une ligne.

TROISIEME OPÉRATION.

ON le remit encore paſſer 24 heures dans le four; & après ce temps, il peſoit . . . . . 149 liv. 10 onc.
Il étoit donc diminué de . . . . . 5 . . 11
Sa largeur étoit de 11 pouces 9 lignes, & ſon épaiſſeur de 18 pouces 8 lignes.

ARTICLE IV. *Expérience faite ſur un Madrier de deux ans d'abattage.*

CE Madrier avoit 2 pieds 6 pouces de longueur, 1 pied de largeur, & 3 pouces d'épaiſſeur; il peſoit 38 liv.

PREMIERE OPÉRATION.

Ce Madrier, qui étoit aſſez ſec, a été mis dans un four chauffé à cuire du pain; & après y être reſté 24 heures, il peſoit . . . . . 31 liv. 4 onc.
Il avoit perdu de ſon poids . . . . . 6 . . 12
Sa largeur étoit de 11 pouc. 9 lignes, & ſon épaiſſeur de 2 pouces 11 $\frac{1}{2}$ lignes.
Il avoit pluſieurs petites fentes.

SECONDE OPÉRATION.

ON remit ce Madrier paſſer 24 heures dans le four chaud; au ſortir, il peſoit . . . . . 28 liv. 7 onc.
Ainſi il étoit diminué de . . . . . 2 . . 13
Les fentes étoient un peu augmentées; elles avoient trois quarts de pouce de profondeur.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 319 sur 651

Troisieme Opération.

On remit encore ce Madrier paſſer 24 heures au four ; au ſortir il peſoit . . . . . 27 liv. 7 onc.
Ainſi ſon poids étoit diminué de. . . . 1
Les fentes n'avoient point augmenté.

Article V. *Remarques ſur les Expériences précédentes.*

On peut remarquer à l'égard des Madriers des *Expériences* 2 *&* 4, que celui de nouvelle coupe, *Expér.* 2, a beaucoup plus perdu de ſon poids, que celui qui étoit de coupe ancienne, *Expér.* 4 ; ce qui eſt naturel, quoiqu'il en ait été autrement à l'égard du morceau de bois de l'*Expérience* 1 : cette différence vient, ſans doute, de ce que le morceau de bois de l'*Expérience* 1 étant d'un pied en quarré, il ne s'eſt deſſéché qu'à la ſuperficie. Mais le morceau de bois de l'*Expér.* 2, qui a plus perdu d'humeur & de ſeve, a moins diminué dans ſes dimenſions, que celui d'ancienne coupe, *Expér.* 4 ; ce qui n'eſt pas dans l'ordre naturel : apparemment que cette différence dépend de la différente qualité de ces deux Madriers ; ce que je ne trouve point indiqué dans mes regiſtres : mais j'incline à le penſer, parce qu'il ne s'eſt preſque point formé de fentes au Madrier de nouvelle coupe, *Expér.* 2, au lieu qu'il s'en eſt formé au Madrier d'ancienne coupe, *Expér.* 4.

Au ſurplus, il ſemble qu'on peut regarder les deux Madriers des *Expér.* 2 *&* 4, comme aſſez privés de leur ſeve par ces trois opérations, puiſqu'ils ont très-peu perdu de leur poids à la derniere, & qu'ils ont été réduits à ne peſer que 47 à 48 liv. le pied cube : cette réduction à moins de 50 liv. le pied cube, eſt conſidérable. Je ſuis fâché de n'avoir pas fait rompre quelques Barreaux de ce bois ainſi deſſéché.

Bien des circonſtances font que les bois perdent plus ou moins de leur volume en ſe deſſéchant : leur qualité différente, le ſens dans lequel ils ont été refendus ou paralléle-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 320 sur 651

ment aux couches annuelles, ou perpendiculairement à ces couches. Il paroît que l'extraction de la seve du bois ne doit point leur faire perdre de leur force. Je dis, par exemple, qu'une piece de 12 pouces d'équarrissage, remplie de seve, ne doit pas être plus forte que la même piece réduite par la contraction qui se fait à mesure qu'elle se desseche, & qui la réduit à 11 pouces, puisque la seve du bois ne peut augmenter sa force qui dépend du nombre & de la solidité de ses fibres. Je dis plus: la seve rend les fibres ligneuses plus tendues & plus aisées à rompre; la piece de bois verd plie sous la charge, les fibres extérieures à la courbure sont plus tendues que les autres; & cette tension inégale diminue encore la force des pieces. Il ne faut pas cependant que le dessséchement soit porté trop loin; les fibres ligneuses réduites à un état d'aridité en seroient plus aisées à rompre; j'en ai parlé plus haut.

Cependant on conçoit que si tout étoit égal d'ailleurs, un morceau de bois d'un plus gros volume doit être plus fort qu'un autre d'un moindre volume, par la même raison, qu'une piece méplate est plus forte quand on la charge sur son côté large, que quand on la charge sur le côté mince. Ce point sera traité expressément lorsqu'il s'agira de la force des bois.

J'ajouterai que dans ces Expériences, il a paru que les pieces diminuoient d'une ligne, ou d'une ligne & demie sur leur longueur. J'ai prouvé, dans le *Traité de l'Exploitation Liv. IV, Chap. II, Art. III*, que les bois perdoient de leur longueur en se desséchant; mais c'est de bien peu de chose, & dans les Expériences que je viens de rapporter, il est bien difficile d'établir au juste quelle est cette diminution, parce qu'elle se fait inégalement dans différentes parties d'un même morceau de bois. On trouve de la diminution sur une face, & point sur les autres; ce qui fait que je ne l'ai point marqué dans le détail des Expériences.

A l'égard des pieces *Expér.* 1 & 3, comme elles avoient un pied d'équarrissage, il est certain qu'il s'en faut beaucoup qu'elles ayent perdu toute leur seve; & cela est démontré, puisqu'après les trois opérations, elles se sont trouvées peser plus de 63 liv. le pied cube. Si elles avoient perdu toute leur seve, elles

elles n'auroient pesé que 50 à 55 livres le pied cube, suivant qu'elles étoient plus ou moins compactes, comme on peut le voir par les *Expériences* 2 & 4, faites sur des bois minces qui se sont desséchés au point de ne peser plus que 48 & 50. liv.

On pensera, sans doute, qu'il auroit fallu remettre au four les grosses pieces des *Expériences* 1 & 3, jusqu'à ce que leur poids ne souffrît plus de diminution ; mais il nous parut que nous les brûlerions à leur superficie avant d'être parvenus à ce parfait dessèchement. Cependant on trouvera dans la suite, que nous avons exécuté cette Expérience : car il nous a paru qu'elle étoit nécessaire pour savoir ce que ces dessèchements artificiels produisent dans le bois, soit en le durcissant, ou en altérant sa qualité, soit en y produisant des fentes qui pourroient le rendre défectueux & hors de service.

Nous aurons soin aussi de laisser des bois se refroidir avant que de les remettre au four : car il m'a paru qu'une piece de bois se fendoit moins quand on la laissoit se dessécher tout de suite, que lorsqu'on la faisoit sécher à plusieurs repriſes ; ce qui peut dépendre de ce que c'est la partie extérieure d'une piece qui se desseche la premiere, & que le bois, en se refroidissant, se condensoit & se consolidoit davantage dans les parties de la surface dont la seve étoit déja sortie : de sorte que la seve des parties plus intérieures, qui étoit dilatée par la chaleur, ne trouvant plus de pores ouverts à la superficie pour s'échapper, se portoit aux endroits les plus foibles de la piece, où elle faisoit irruption pour se dissiper.

Au contraire quand on tient continuellement une piece dans un même degré de chaleur, les vapeurs qui transsudent continuellement, empêchent la superficie de se durcir, & les passages restent ouverts ; ce qui facilite la dissipation de l'humidité du cœur, qui se réduit en vapeurs à mesure que la chaleur y pénetre.

Revenons au détail de nos Expériences. Je commence par plusieurs suites exécutées avec soin dans les Ports sur des bois de différents crûs, qui ont été remis au four un bien plus grand nombre de fois que dans les précédentes.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 322 sur 651

ARTICLE VI. *Expérience faite sur un bout de soliveau de Bois de Crecy.*

ON avoit pris ce bois dans un terrein graveleux & marécageux. Il fut abattu en 1726 : il étoit dur sous la hache, d'un beau grain : il avoit au cœur, du côté de la racine, une gélivure de 6 pouces de longueur si étroite, qu'on n'a pas pu mesurer sa profondeur.

La longueur de ce morceau de bois étoit de 2 pieds 6 pouces ; sa largeur & son épaisseur, de 12 pouces. Il pesoit 170 liv. 7 onces.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON l'a mis passer 21 heures dans un four chaud : au sortir du four, sa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 11 lig. sa largeur, de 11 pouc. 11 lig. son épaisseur, de 11 pouc. 10 $\frac{1}{2}$ lig. Il pesoit 157 liv. 4 onc. son poids étoit diminué de 13 liv. 3 onc. La gélivure s'étoit élargie d'environ 1 $\frac{1}{2}$ ligne : il s'y en étoit formé une nouvelle perpendiculaire à la premiere : elle avoit, comme la premiere, 1 $\frac{1}{2}$ lig. de largeur, & 2 pouces de profondeur, d'où il étoit sorti un peu d'eau rousseâtre. Au cœur de l'autre bout il s'étoit ouvert des fentes qui se croisoient en étoile ; elles avoient 2 pouces de profondeur.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

ON l'a remis passer 21 heures au four : au sortir, sa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 11 lig. sa largeur, de 11 pouces 10 $\frac{1}{2}$ lig. son épaisseur, 11 pouc. 10 lig. Il pesoit 153 liv. son poids étoit diminué de 4 liv. 4 onc. La premiere gélivure n'avoit point augmenté de largeur ; mais elle s'étoit étendue, & elle avoit 6 pouces. Les fentes du bout d'en haut étoient considérablement augmentées.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 11 lig. ſa largeur, de 11 pouc. 10 lig. ſon épaiſſeur, de 11 pouc. 9 ½ lig. Il peſoit 145 liv. 14 onc. ſon poids étoit diminué de 7 liv. 2 onc. Les fentes étoient un peu augmentées.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 11 lig. ſa largeur, 11 pouc. 9 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 9 lig. Il peſoit 139 liv. ſon poids étoit diminué de 6 liv. 14 onc. La premiere gélivure avoit peu changé : la perpendiculaire étoit profonde de 5 pouces : l'étoile du bout étoit augmentée, & il s'étoit formé quelques fentes ſur les faces.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, de 11 pouc. 9 lig. ſon épaiſſeur, de 11 pouc. 8 ½ lig. Il peſoit 134 liv. étant diminué de 5 liv. La premiere gélivure n'avoit point augmenté : les autres s'étoient un peu étendues.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON l'a mis paſſer 39 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 7 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 7 lig. Il peſoit 127 liv. 1 onc. ſon poids étoit diminué de 6 liv. 15 onc. Les gélivures & fentes étoient peu augmentées.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

ON l'a remis 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 324 sur 651

de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 5 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 5 ½ lig. Il peſoit 121 liv. 14 onc. ſon poids étoit diminué de 5 liv. 3 onc. La premiere gélivure tout-à-fait fermée : la fente perpendiculaire n'avoit plus qu'une demi-ligne d'ouverture : l'étoile du bout, ainſi que les autres fentes, étoient diminuées d'ouverture, mais point en profondeur.

§ 8. HUITIEME OPÉRATION.

ON l'a mis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 5 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 4 lig. Il peſoit 118 liv. 7 onc. ſon poids étoit diminué de 3 liv. 7 onc. Les fentes & gélivures avoient peu changé : il paroiſſoit quelques nouvelles gerces auprès de la premiere gélivure.

§ 9. NEUVIEME OPÉRATION.

ON a mis le même morceau de bois paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 4 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 3 ½ lig. Il peſoit 116 liv. 1 onc. ſon poids étoit diminué de 2 liv. 6 onc. Il y a eu peu de changement aux fentes : elles diminuoient au lieu d'augmenter.

§ 10. DIXIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 3 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 3 lig. Il peſoit 112 liv. 14 onc. ſon poids étoit diminué de 3 liv. 3 onc. Les fentes du côté des racines étoient entiérement fermées : celles du côté des branches ne l'étoient pas.

§ 11. ONZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 29 heures au four, ſa longueur étoit de

2 pieds 5 pouces 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 3 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouces 3 lig. Il peſoit 108 liv. 13 onc. ſon poids étoit diminué de 4 liv. 1 onc. Les fentes du bout qui répondoit aux racines, étoient fermées : celles de l'autre bout étoient un peu reſſerrées.

§ 12. DOUZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 39 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 3 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 3 lig. Il peſoit 105 liv. 12 onc. ſon poids étoit diminué de 3 liv. 1 onc. Il s'eſt formé du côté des racines deux petites gerces : le côté des branches étoit à peu près dans le même état.

§ 13. TREIZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 3 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 2 ½ lig. Il peſoit 103 liv. 6 onc. ſon poids avoit diminué de 2 liv. 6 onc. Il a paru trois nouvelles fentes du côté des racines : les anciennes étant toujours fermées : le reſte à peu près dans le même état.

§ 14. QUATORZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 2 lig. Il peſoit 101 liv. ſon poids étoit diminué de 2 liv. 6 onc. Point de changement ſenſible aux fentes.

§ 15. QUINZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 2 lig. Il peſoit 99 liv. 6 onc. ſon poids étoit diminué de 1 liv. 10 onc. Peu de changement aux fentes.

§ 16. SEIZIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 1 ½ lig. Il peſoit 97 liv. 2 onc. ſon poids étoit diminué de 2 liv. 4 onc. Aucun changement aux fentes ni aux gerces.

§ 17. DIX-SEPTIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 2 lig. Il peſoit 95 liv. 2 onc. ſon poids étoit diminué de 2 liv. Tout eſt reſté dans le même état, excepté une petite fente qui s'eſt ouverte ſur une des faces.

§ 18. DIX-HUITIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 39 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 1 ½ lig. Il peſoit 94 liv. 10 onc. ſon poids étoit diminué de 8 onc. Aucun changement.

§ 19. DIX-NEUVIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 1 ½ lig. Il peſoit 93 liv. 8 onc. ſon poids étoit diminué de 1 liv. 2 onc. Il n'y a point eu de changement, ſinon que le bois paroiſſoit retiré inégalement & les fibres comme criſpées.

§ 20. VINGTIEME OPÉRATION.

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 ½ lig. ſon épaiſſeur 11 pouc. 1 lig. Il peſoit 93 liv. 2 onc. ſon poids étoit di-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 327 sur 651

minué de 6 onc. Il y avoit peu de changement dans les fentes.

§ 21. *VINGT ET UNIEME OPÉRATION.*

APRÈS avoir reſté 21 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. $\frac{1}{2}$ lig. Il peſoit 92 liv. 6 onc. ſon poids étoit diminué de 12 onc. Les fentes à peu près dans le même état.

§ 22. *VINGT-DEUXIEME OPÉRATION.*

APRÈS avoir reſté 22 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. $\frac{1}{2}$ lig. Il peſoit 92 liv. 6 onc. ſon poids n'étoit point diminué.

§ 23. *VINGT-TROISIEME OPÉRATION.*

APRÈS avoir reſté 23 heures au four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 lig. foible; ſon épaiſſeur, 11 pouc. $\frac{1}{2}$ lig. Il peſoit 92 liv. 6 onc. ſon poids n'étoit pas diminué.

§ 24. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

AU commencement de l'Expérience, le cube de ce morceau de bois étoit de 2 pieds 6 pouc. & après l'Expérience, ayant reſté environ 24 jours dans un four chaud, (car on ne le tiroit du four que pour le peſer & chauffer le four; ſur le champ, on l'y remettoit) à la fin de l'Expérience, ſon cube n'étoit plus que de 2 pieds 1 pouce 4 lignes 3 points. Au commencement de l'Expérience, le pied cube peſoit 68 liv. 3 onces, & à la fin ſeulement 43 liv. 10 onces.

ARTICLE VII. *Expérience faite sur un bout de Bordage de Chêne blanc de Nantes.*

CE Chêne coupé en 1718, étoit très-bon & très-sain. Ce bordage, avant l'épreuve, avoit 2 pieds 6 pouces de longueur, sa largeur étoit de 12 pouc. son épaisseur, 3 pouces. Il pesoit 43 livres 1 once.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON l'a mis passer 21 heures dans un four chaud. Au sortir du four, sa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 $\frac{1}{2}$ lig. sa largeur, 11 pouc. 8 $\frac{1}{2}$ lig. son épaisseur, 3 pouc. Il pesoit 34 liv. 13 onc. son poids étoit diminué de 8 liv. 4 onces.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

MÊME temps dans le four qu'à la premiere. Au sortir du four, sa longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 $\frac{1}{2}$ lig. sa largeur, 11 pouces 7 $\frac{1}{2}$ lig. son épaisseur, 2 pouces 11 $\frac{1}{2}$ lig. Il pesoit 33 liv. 10 onc. son poids étoit diminué de 1 liv. 3 onc.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

AUSSI 21 heures dans le four. Au sortir du four, sa longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. sa largeur, 11 pouc. 5 $\frac{1}{2}$ lig. son épaisseur, 2 pouc. 11 $\frac{1}{2}$ lig. Il pesoit 30 liv. 14 onc. son poids étoit diminué de 2 livres 12 onces.

§ 4. *QUATRIEME OPÉRATION.*

COMME les précédentes. Au sortir du four, sa longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. sa largeur, 11 pouc. 4 lig. son épaisseur, 2 pouc. 11 $\frac{1}{2}$ lig. Il pesoit 28 liv. 15 onc. ainsi son poids étoit diminué de 1 livre 15 onces.

§ 5.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 329 sur 651

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

MÊME temps au four que dans les précédentes. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 3 lig. ſon épaiſſeur, 2 pouc. 11 $\frac{1}{2}$ lig. Il peſoit 28 liv. 4 onc. ainſi ſon poids ſe trouve diminué de 11 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON a mis ce bordage au four, où il a paſſé 39 heures. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 $\frac{1}{2}$ lig. ſon épaiſſeur, 2 pouc. 10 $\frac{1}{2}$ lig. Ce bordage peſoit alors 27 liv. 12 onc. ainſi ſon poids ſe trouve diminué ſur celui de la précédente Expérience, de 8 onces.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

MIS au four pendant 21 heures. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 $\frac{1}{2}$ lig. ſon épaiſſeur, 2 pouc. 10 lig. $\frac{1}{4}$. Il peſoit 26 liv. 10 onc. ainſi la diminution du poids eſt de 1 liv. 2 onc.

§ 8. HUITIEME OPÉRATION.

SEMBLABLE à la 7^{e}. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 1 lig. ſon épaiſſeur, 2 pouc. 10 lig. $\frac{1}{4}$. Son poids étoit de 26 liv. 8 onc. ainſi la différence du poids eſt de 2 onc.

§ 9. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

AU commencement de l'Expérience, avant que ce bordage eût été mis au four, ſon cube étoit de 6 pouc. 7 lig. 6 points, & peſoit 68 liv. 14 onc. & demi. A la fin de l'Expérience, au ſortir du four, ſon cube n'étoit plus que de 6 pouc. 6 lig. 8 points, & ne peſoit plus que 48 liv. 8 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 330 sur 651

Ce morceau de bois s'étoit extrêmement tourmenté, & fendu en pluſieurs endroits.

ARTICLE VIII. *Expérience faite ſur un bout de Bordage de bois de Nantes.*

CE bois avoit été coupé en 1726, & ce morceau étoit de qualité inférieure au précédent; il renfermoit le cœur de l'arbre. Sa longueur, avant l'épreuve, étoit de 2 pieds 6 pouc. ſa largeur, 12 pouc. ſon épaiſſeur, 3 pouces. Il peſoit 41 liv. 8 onc.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

ON a mis ce bordage au four, où il a paſſé 21 heures. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouces 9 lig. ſon épaiſſeur, 3 pouces. Il peſoit, au ſortir du four, 34 liv. ainſi ſon poids étoit diminué de 7 liv. 8 onc.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

MÊME temps au four. Au ſortir, ſa longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 8 ½ lig. ſon épaiſſeur, 3 pouc. Son poids étoit de 33 liv. 4 onc. ainſi il étoit diminué de 12 onc.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

AUSSI 21 heures dans le four. Au ſortir, ſa longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 7 ½ lig. ſon épaiſſeur, 3 pouc. Son poids étoit de 30 liv. 14 onc. ainſi il étoit diminué de 2 l. 6 onc.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

COMME la précédente. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 6 ½ lig. ſon épaiſſeur, 3 pouc. La peſanteur étoit de 28 liv. 12 onc. ainſi le poids étoit diminué de 2 liv. 2 onc.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

DE même que les précédentes. Au ſortir du four, la longueur, 2 pieds 5 pouces 10 lig. la largeur, 11 pouc. 5 ½ lig. l'épaiſſeur, 3 pouc. La piece peſoit alors 27 liv. 15 onc. ainſi le poids étoit diminué de 13 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

CE morceau de bois étant mis au four, & y ayant paſſé 39 heures; au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 5 lig. ſon épaiſſeur, 3 pouc. Le poids étoit de 27 liv. 10 onc. ainſi il étoit diminué de 5 onc.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

ON a mis ce bordage au four, & il y a paſſé 21 heures: au bout de ce temps, ayant été tiré du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 2 ½ lig. l'épaiſſeur, 2 pouc. 11 ½ lig. Le poids 25 liv. 7 onc. ainſi il étoit diminué de 2 livres 3 onc.

§ 8. HUITIEME OPÉRATION.

MÊME temps au four que pour la ſeptieme. Au ſortir du four, longueur du bordage, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 2 ½ lig. épaiſſeur, 2 pouc. 11 ½ lig. Poids de la piece, 25 liv. 6 onc. ainſi ſon poids étoit diminué d'une once.

§ 9. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

AU commencement de l'Expérience, avant qu'on eût mis ce bordage au four, ſon cube étoit de 7 pouces 6 lignes; il peſoit 66 liv. 6 ½ onc. Au ſortir du four, ſon cube n'étoit plus que de 6 pouc. 10 lig. 5 points, & ne peſoit que 43 liv. 5 onc. ce qui fait une différence de 23 liv. 1 once & demie.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 332 sur 651

Ce bordage avoit beaucoup travaillé ; il étoit arqué & éclaté par un bout ; & il s'y étoit fait en pluſieurs endroits de petites fentes.

ARTICLE IX. *Expérience faite ſur un morceau de bois de la Forêt de Belle-Blanche.*

CE bois avoit été abattu en 1718, dans un terrein gras & marécageux : il étoit aſſez dur, ſans fentes ni gélivûres. Avant l'épreuve, ce morceau avoit 2 pieds 6 pouces de longueur, 12 pouces de largeur, 12 pouces d'épaiſſeur : il peſoit 177 livres 6 onces.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON le mit au four, où il paſſa 21 heures. Au ſortir du four, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouces 11 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 10 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouces 10 lig. Le poids étoit de 165 liv. 12 onc. ainſi il avoit diminué au four de 11 livres 10 onc.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

MIS comme à la précédente, 21 heures dans le four. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouces 10 ½ lig. ſa largeur, 11 pouc. 10 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 9 lig. Son poids, 161 liv. 4 onc. le poids étoit diminué de 4 liv. 8 onc.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

AYANT paſſé le même temps au four, la longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. largeur, 11 pouc. 9 lig. épaiſſeur, 1 pouc. 7 ½ lig. Poids de la piece, 153 liv. 2 onc. diminution, 8 liv. 2 onc.

§ 4. *QUATRIEME OPÉRATION.*

MÊME temps au four. La longueur, au ſortir du four, 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. largeur, 11 pouc. 8 lig. épaiſſeur, 11 pouc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 333 sur 651

7 lig. Poids de la piece, 146 liv. 4 onc. diminution de poids, 6 liv. 14 onc.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

LONGUEUR de la piece au ſortir du four, 2 pieds 5 pouc. 10 ½ lig. largeur, 11 pouc. 7 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. 6 lig. Poids de la piece, 141 liv. 2 onc. différence de poids, 5 liv. 2 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON a mis ce morceau de bois au four, & on l'y a laiſſé 39 heures. Au ſortir du four ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 7 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 5 lig. Le poids de la piece étoit de 133 liv. 10 onc. la diminution, de 7 livres 8 onces.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

REMIS au four pendant 21 heures. Au ſortir, longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 6 lig. épaiſſeur, 11 pouc. 4 ½ lig. Le poids de la piece, 127 liv. 6 onc. la diminution étoit de 6 liv. 4 onc.

§ 8. HUITIÈME OPÉRATION.

MÊME temps au four que dans la précédente. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 5 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 4 ½ lig. Le poids de la piece, 124 liv. 1 onc. la diminution étoit de 3 liv. 5 onc.

§ 9. NEUVIEME OPÉRATION.

DE même que la précédente. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 5 lig. épaiſſeur, 11 pouc. 3 lig. Poids de la piece, 120 liv. 14 onc. ainſi elle a diminué de 3 liv. 3 onces.

§ 10. DIXIEME OPÉRATION.

VINGT & une heures dans le four. Au ſortir, la longueur de ce bordage étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 4 ½ lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 1 lig. La piece peſoit dans cet état 117 liv. 4 onc. ainſi elle étoit diminuée de 3 liv. 10 onc.

§ 11. ONZIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. la largeur, 11 pouc. 4 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. Sa peſanteur étoit de 112 liv. 10 onc. ainſi cette piece avoit diminué de 4 liv. 10 onc.

§ 12. DOUZIEME OPÉRATION.

CE bordage a été mis au four, où on l'a laiſſé 39 heures, comme dans la ſixieme Opération. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. la largeur, 11 pouc. 2 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. La peſanteur, 108 liv. 4 onc. la diminution 4 liv. 6 onces.

§ 13. TREIZIEME OPÉRATION.

ON l'a remis paſſer 21 heures au four. Au ſortir, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. largeur, 11 pouc. 1 lig. épaiſſeur, 10 pouc. 11 lig. Peſanteur, 105 liv. la diminution étoit de 3 liv. 4 onc.

§ 14. QUATORZIEME OPÉRATION.

COMME la précédente, 21 heures dans le four. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. la largeur, 11 pouc. ½ lig. l'épaiſſeur, 10 pouc. 9 lig. La peſanteur, 101 liv. 12 onc. la diminution, 3 liv. 4 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 335 sur 651

§ 15. QUINZIEME OPÉRATION.

MIS au four comme dans l'opération précédente, 21 heures. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. largeur, 11 pouc. épaiſſeur, 10 pouc. 8 ½ lig. Poids, 98 liv. 11 onc. diminution, 3 liv. 1 onc.

§ 16. SEIZIEME OPÉRATION.

COMME la précédente. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. largeur, 10 pouc. 11 ½ lig. épaiſſeur, 10 pouc. 8 ½ lig. La peſanteur étoit de 95 liv. 2 onc. ainſi ce bordage, étoit diminué de 3 liv. 9 onc.

§ 17. DIX-SEPTIEME OPÉRATION.

COMME la précédente. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 ½ lig. largeur, 10 pouc. 11 lig. épaiſſeur, 10 pouces 8 ½ lig. Peſanteur de la piece, 92 liv. 8 onc. ainſi elle a diminué de 2 liv. 10 onc.

§ 18. DIX-HUITIEME OPÉRATION.

ON a mis ce bordage au four, & on l'y a laiſſé paſſer 39 heures. Au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 lig. ſa largeur, 10 pouc. 11 lig. ſon épaiſſeur, 10 pouc. 8 lig. Sa peſanteur étoit de 89 liv. 4 onc. ainſi il a diminué de 3 l. 4 onc.

§ 19. DIX-NEUVIEME OPÉRATION.

REMIS au four où il a paſſé 21 heures. Au ſortir, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 lig. largeur, 10 pouc. 10 ½ lig. épaiſſeur, 10 pouc. 8 lig. Peſanteur, 87 liv. 8 onc. diminution de poids, une liv. 12 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 336 sur 651

§ 20. VINGTIEME OPÉRATION.

COMME la dix-neuvieme. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 lig. largeur, 10 pouc. 10 ½ lig. épaiſſeur, 10 pouc. 7 lig. ¾. Poids de la piece, 85 liv. 12 onc. ainſi elle a diminué d'une liv. 12 onc.

§ 21. VINGT ET UNIEME OPÉRATION.

REMIS au four pendant 21 heures. Au ſortir, la longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 lig. la largeur, 10 pouc. 10 ½ lig. l'épaiſſeur, 10 pouc. 7 ½ lig. La peſanteur, 84 liv. 4 onc. ainſi ce bordage a diminué d'une livre 8 onc.

§ 22. VINGT-DEUXIEME OPÉRATION.

AU ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 lig. la largeur, 10 pouc. 10 ½ lig. l'épaiſſeur, 10 pouc. 7 ½ lig. La peſanteur, 84 liv. la diminution, de 4 onc.

§ 23. VINGT-TROISIEME OPÉRATION.

COMME dans les précédentes, le bordage a été 21 heures dans le four. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 lig. la largeur, 10 pouc. 10 ½ lig. l'épaiſſeur, 10 pouc. 7 lig. ¼. La peſanteur étoit de 83 liv. 14 onc. ainſi la diminution a été de 2 onc.

§ 24. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

AVANT qu'on eût mis ce bordage au four, il peſoit 70 liv. 15 onc. & ſon cube étoit de 2 pieds 6 pouces, A la fin de l'Expérience, ce même cube n'étoit plus que d'un pied 11 pouc. 9 lignes 11 points, & ne peſoit plus que 42 livres 3 onces 6 gros; ce qui fait 28 livres 11 onces 2 gros de diminution.

Ce bordage s'étoit peu tourmenté ou arqué; il s'y étoit fait pluſieurs fentes ou crevaſſes en pluſieurs ſens, principalement vers les extrémités.

ARTICLE

ARTICLE X. *Expérience ſur une piece de Bois de Bretagne.*

CE bois avoit été coupé en 1726 dans un terrein ingrat & montagneux : il étoit roux, facile à travailler, un peu fendu au cœur vers la racine. Cette piece, avant l'épreuve, avoit 2 pieds 5 pouces de longueur, 12 pouces de largeur, 12 pouces d'épaiſſeur; elle peſoit 164 livres 6 onces.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON a mis cette piece au four, & elle y a reſté 21 heures. Au bout de ce temps, on l'a tirée du four, ſa longueur alors s'eſt trouvée de 2 pieds 4 pouc. 11 lig. ſa largeur, 11 pouc. 11 ½ lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 11 lig. Sa peſanteur, 151 liv. 8 onc. elle avoit par conſéquent diminué de 12 liv. 14 onc.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

COMME la précédente. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 11 lig. largeur, 11 pouc. 10 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. 10 lig. Poids de la piece, 147 liv. diminution, 4 liv. 8 onc.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

MÊME temps au four. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 11 lig. largeur, 11 pouc. 9 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. 8 ½ lig. Peſanteur, 138 liv. 12 onc. ainſi elle avoit diminué de 8 livres 4 onces.

§ 4. *QUATRIEME OPÉRATION.*

AU ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 11 lig. largeur, 11 pouc. 8 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. 8 lig. Peſanteur, 131 liv. 8 onc. ainſi elle avoit diminué de 7 liv. 4 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 338 sur 651

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

Au ſortir de l'étuve, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 11 lig. la largeur, 11 pouc. 7 ½ lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 6 ½ lig. Le poids de cette piece étoit alors de 126 liv. 2 onc. ainſi la diminution étoit de 5 liv. 6 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

Cette piece fut miſe au four où elle reſta 39 heures. Au bout de ce temps elle fut retirée ; ſa longueur étoit alors de 2 pieds 4 pouc. 11 lig. ſa largeur, 11 pouc. 6 ½ lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 5 lig. Le poids étoit de 119 liv. 6 onc. ainſi elle avoit diminué à l'étuve de 6 liv. 12 onc.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

On a remis cette piece au four ; mais on a obſervé de ne l'y laiſſer que 21 heures. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 ½ lig. la largeur, 11 pouc. 6 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 5 lig. Le poids de la piece étoit de 113 liv. 14 onc. diminution, 5 liv. 8 onc.

§ 8. HUITIEME OPÉRATION.

Même temps que la précédente. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 ½ lig. largeur, 11 pouc. 5 lig. épaiſſeur, 11 pouc. 3 ½ lig. Poids de la piece, 111 liv. 5 onc. diminution, 2 liv. 9 onc.

§ 9. NEUVIEME OPÉRATION.

Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 ½ lig. la largeur, 11 pouc. 4 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 3 lig. Le poids de la piece étoit de 108 liv. 12 onc. la diminution, de 2 liv. 9 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 339 sur 651

§ 10. DIXIEME OPÉRATION.

AU ſortir du four, la longueur de cette piece étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 ½ lig. la largeur, 11 pouc. 4 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 2 ½ lig. Le poids de la piece, 105 liv. 12 onc. la diminution, de 3 liv.

§ 11. ONZIEME OPÉRATION.

AU ſortir de l'étuve, longueur, 2 pieds 4 pouces 10 lig. largeur, 11 pouc. 3 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouces 2 lig. Poids de la piece, 101 liv. 13 onc. diminution, 3 liv. 15 onc.

§ 12. DOUZIEME OPÉRATION.

CETTE piece de bois fut miſe au four ; & y ayant reſté 39 heures, on la retira : la longueur étoit alors de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 2 ½ lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 1 ½ lig. Le poids de la piece, 98 liv. 4 onc. ainſi la diminution a été de 3 liv. 9 onc.

§ 13. TREIZIEME OPÉRATION.

ON a encore mis cette piece de bois au four : mais elle n'y a demeuré que 21 heures ; & au ſortir, ſa longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. ſa largeur, 11 pouc. 2 lig. ſon épaiſſeur, 11 pouc. 1 ½ lig. Sa peſanteur, 96 liv. 4 onc. elle avoit diminué au four de 2 liv.

§ 14. QUATORZIEME OPÉRATION.

COMME la précédente. Au ſortir du four, la longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 2 lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. 1 lig. Poids de la piece, 93 liv. 10 onc. diminution, 2 liv. 10 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 340 sur 651

§ 15. QUINZIEME OPÉRATION.

AU ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 1 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. 1 lig. Poids, 91 liv. 12 onc. diminution, 1 liv. 14 onc.

§ 16. SEIZIEME OPÉRATION.

AU ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 1 ½ lig. épaiſſeur, 11 pouc. ½ lig. Poids de la piece, 89 liv. diminution, 2 liv. 12 onc.

§ 17. DIX-SEPTIEME OPÉRATION.

COMME les précédentes, 21 heures au four. Au ſortir, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 1 ½ lig. l'épaiſſeur, 11 pouc. Poids de la piece, 86 liv. 14 onc. diminution de poids, 2 liv. 2 onc.

§ 18. DIX-HUITIEME OPÉRATION.

ON a mis cette piece de bois au four pendant 39 heures. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 1 lig. l'épaiſſeur, 10 pouc. 11 ½ lig. Le poids de la piece, 85 liv. 1 onc. la diminution, de 1 liv. 13 onc.

§ 19. DIX-NEUVIEME OPÉRATION.

CETTE piece de bois miſe au four pendant 21 heures. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. 1 lig. épaiſſeur, 10 pouc. 11 lig. Peſanteur de la piece, 83 liv. 14 onc. diminution, 1 liv. 3 onc.

§ 20. VINGTIEME OPÉRATION.

VINGT ET UNE heures au four, comme dans la précédente. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. ½ lig. l'épaiſſeur 10 pouc. 11 lig. Poids de la piece, 83 liv. 6 onc. diminution, 8 onc.

§ 21. VINGT ET UNIEME OPÉRATION.

AU ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. épaiſſeur, 10 pouc. 11 lig. Peſanteur de la piece, 82 liv. 8 onc. la diminution a été de 14 onc.

§ 22. VINGT-DEUXIEME OPÉRATION.

DE même que les précédentes. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 4 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouc. épaiſſeur, 10 pouc. 11 lig. Poids de la piece, 82 liv. 8 onc. ainſi il n'y a eu aucune diminution.

§ 23. VINGT-TROISIEME OPÉRATION.

CETTE piece de bois ayant encore paſſé 21 heures dans le four, au ſortir la longueur étoit de 2 pieds 4 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. l'épaiſſeur, 10 pouc. 11 lig. Poids de la piece, 82 liv. 6 onc. ainſi elle a diminué de 2 onces.

§ 24. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

AVANT que ce morceau de bois paſſât au four, ſon cube étoit de 2 pieds 5 pouc. & le pied cube de ce bois peſoit 68 liv. Après avoir ſubi toutes les différentes épreuves, il ne cuboit plus que 2 pieds 6 points, & le pied cube ne peſoit que 41 liv. 3 onces : c'eſt 26 livres 14 onces de diminution par pied cube.

Cette piece de bois s'eſt peu tourmentée ; il ne s'y eſt fait

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 342 sur 651

que quelques fentes peu conſidérables, & les bouts ſe ſont arqués médiocrement.

ARTICLE XI. *Expérience ſur un Bordage de bois de Bretagne.*

CE Bois coupé en 1726, provenoit d'un terrein montueux & ingrat. Avant l'épreuve, ce bordage avoit 2 pieds 6 pouces de longueur, 12 pouces de largeur, 3 pouces d'épaiſſeur. Il peſoit 38 livres 7 onces.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON l'a mis au four où il a paſſé 21 heures. Au ſortir du four, la longueur de ce bordage étoit de 2 pieds 5 pouc. 10 lig. la largeur, 11 pouc. 10 lig. l'épaiſſeur, 3 pouc. La peſanteur, 31 liv. 14 onc. ainſi il avoit diminué de 6 liv. 9 onces.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

COMME la précédente. Longueur, 2 pieds 5 pouc. 10 lig. largeur, 11 pouces 9 lig. épaiſſeur, 2 pouces 11 $\frac{1}{2}$ lig. Poids, 31 liv. diminution, 14 onc.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

COMME dans les précédentes Expériences, 21 heures dans le four. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouces 9 $\frac{1}{2}$ lig. la largeur, 11 pouc. 8 $\frac{1}{2}$ lig. l'épaiſſeur, 2 pouc. 10 $\frac{1}{2}$ lig. La peſanteur de la piece étoit de 29 liv. ainſi elle a diminué de 2 livres.

§ 4. *QUATRIEME OPÉRATION.*

COMME dans les précédentes Opérations. Au ſortir du four, la longueur, 2 pieds 5 pouces 9 $\frac{1}{2}$ lig. largeur, 11 pouces 8

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 343 sur 651

lig. épaiſſeur, 2 pouc. 10 lig. Poids, 26 liv. 15 onc. diminution de poids, 2 livres 1 once.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

VINGT ET UNE heures dans le four. Au ſortir, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 $\frac{1}{2}$ lig. largeur, 11 pouc. 7 lig. épaiſſeur, 2 pouces 10 lig. Poids de la piece, 26 liv. 6 onc. ainſi elle a diminué de 9 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON a mis ce bordage au four; & après y avoir reſté 39 heures, on l'a retiré, la longueur étoit alors de 2 pieds 5 pouc. 9 $\frac{1}{2}$ lig. la largeur, 11 pouc. 7 lig. l'épaiſſeur, 2 pouc. 9 $\frac{1}{2}$ lig. Le poids, 26 liv. la diminution étoit de 6 onc.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

REMIS au four pour y reſter 21 heures. Au ſortir du four, la longueur étoit de 2 pieds 5 pouc. 9 lig. la largeur, 11 pouc. 6 lig. l'épaiſſeur, 2 pouc. 9 lig. La peſanteur de la piece, 24 liv. 15 onc. la diminution, 1 liv. 1 onc.

§ 8. HUITIEME OPÉRATION.

AU four 21 heures comme dans la précédente Opération. Au ſortir du four, longueur, 2 pieds 5 pouc. 9 lig. largeur, 11 pouc. 6 lig. épaiſſeur, 2 pouc. 9 lig. Poids de la piece, 24 liv. 14 $\frac{1}{2}$ onc. diminution de poids, une once & demie.

§ 9. *Remarques ſur la précédente Expérience.*

AVANT que ce morceau de bois fût mis au four, ſon cube étoit de 7 pouces 6 lignes, & le pied cube peſoit 61 liv. 8 onc. Après qu'il fut ſorti du four, le cube étoit de 6 pouc. 6 lig. 8 points, & le pied cube ne peſoit plus que 45 liv. 9 $\frac{1}{2}$ onc. c'eſt une diminution de 15 liv. 14 onc. 4 gros.

Ce morceau de bois s'eſt tourmenté; il s'eſt arqué; il s'y eſt fait des fentes en différents endroits, & il s'eſt éclaté dans un coin.

ARTICLE XII. *Expérience faite ſur un Soliveau rempli de ſeve.*

CE ſoliveau avoit 3 pieds de longueur, 10 & 8 pouces d'équarriſſage, cubant 1 pied 6 pouces; il étoit d'un Chêne de très-bonne qualité, d'un grain fin & ſerré, tout verd & rempli de ſeve, n'ayant été abattu que depuis trois ſemaines: il n'avoit ni roulures ni gélivures. Il peſoit 132 liv. ce qui eſt à peu près à raiſon de 79 livres 3 onces 2 gros le pied cube.

§. 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ON mit ce ſoliveau dans un four chauffé comme pour cuire du pain, le côté qui regardoit le pied de l'arbre étant vers le fond du four, & poſé ſur la face qui avoit 8 pouces d'épaiſſeur: ayant reſté 24 heures dans le four, dont la bouche étoit fermée, il ne peſoit plus que 107 liv. ainſi ſon poids étoit diminué de 25 liv. La couleur du bois étoit devenue brune & comme enfumée; il s'étoit formé au bout qui regardoit le fond du four, c'eſt-à-dire, au pied de l'arbre qui n'avoit aucune gerçure, quinze petites fentes ſur les angles s'étendant ſur le bout de la piece; & ſur les faces, elles étoient ouvertes de l'épaiſſeur d'une lame de couteau, & ſeulement profondes de 4 à 5 lig.

Il s'eſt formé au bout qui regardoit l'entrée du four, une fente de 5 pouces de longueur, d'une $\frac{1}{2}$ lig. d'ouverture, & étant ſondée avec un fil de fer fin, elle avoit 4 à 5 pouc. de profondeur. Il ne s'eſt formé aucune fente ſur les faces, de 10 pouc. de largeur. La piece n'a point diminué ſenſiblement de longueur, & elle avoit encore 8 pouc. d'épaiſſeur; mais elle n'avoit plus que 9 pouc. 9 lig. de largeur, au lieu de 10 pouc.

Il étoit ſorti par la grande fente un écoulement de ſeve qui s'étoit grillée comme du caramel, & formoit un charbon très-léger

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 345 sur 651

léger comme de la crême fouettée : on a eſtimé qu'il y en avoit ce qu'il faudroit pour remplir une petite cuiller.

Quand on a tiré du four ce morceau de bois, il n'étoit pas poſſible de le manier, tant il étoit chaud.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON a remis au four le même bout de ſoliveau : après l'y avoir laiſſé 22 heures, on l'en a retiré, & il peſoit 103 l. 8 onc.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 3 8

On n'a apperçu aucun changement aux fentes ni à la longueur, ni à la largeur ; mais il avoit perdu 2 lig. de ſon épaiſſeur, ſur une face ſeulement, & rien ſur la face oppoſée ; les angles de la piece étoient un peu grillés.

Nota, qu'à cette ſeconde Opération le four n'étoit pas auſſi chaud qu'à la premiere, non plus qu'à celles que nous allons rapporter.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON remit la même piece dans le four ; & après y avoir reſté 22 heures, elle ne peſoit plus que . . . . . 93 l.

Ainſi ſon poids étoit diminué de. . . . . 10 8 onc.

La grande fente a paru s'être un peu refermée ; elle n'avoit qu'une ligne d'ouverture.

Au reſte on n'apperçut aucun changement ſenſible ſur la longueur de la piece, ſa largeur étoit diminuée d'une ligne, elle n'avoit plus que 9 pouces 8 lig. elle avoit auſſi diminué d'une ligne d'épaiſſeur ſur la face qui n'avoit point diminué à la ſeconde Opération.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ON a remis le même bout de ſoliveau dans le four chauffé à l'ordinaire : après y avoir reſté 37 heures, il ne peſoit que 84 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 9

La grande fente s'étoit beaucoup refermée, & elle n'avoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 346 sur 651

plus qu'un quart de ligne d'ouverture. On voyoit ſortir un peu de fumée par cette fente ; ce qui fit juger que la piece n'étoit pas encore parfaitement ſeche.

Elle n'avoit point diminué ſenſiblement de longueur ; elle avoit perdu une ligne de largeur, qui n'étoit plus que de 9 pouces 6 lignes : elle avoit auſſi perdu de ſon épaiſſeur, qui étoit réduite à 7 pouces 10 lignes.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ON remit encore cette même piece dans le four chauffé à l'ordinaire ; & après qu'elle y eut reſté 24 heures, elle ne peſoit plus que . . . . . 81 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 3

Nulle autre diminution qu'une ligne ſur ſon épaiſſeur.

§ 6. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

QUOIQUE ce ſoliveau continuât à perdre de ſon poids dans le four, on finit l'Expérience, parce qu'il n'étoit pas queſtion de le réduire en charbon.

A la fin de l'Expérience, ſa peſanteur étoit de . . . 81 liv.

Il avoit perdu de ſon premier poids 51

Sa longueur n'avoit point ſenſiblement varié ; ſa largeur de 10 pouces étoit réduite à 9 pouces 6 lig. ſon épaiſſeur qui étoit de 8 pouces, étoit réduite à 7 pouces 9 lignes.

On trouvera dans le *Traité de l'Exploitation*, *Liv. IV*, *Chap. II*, pourquoi les fentes diminuent de largeur à meſure que les bois ſe deſſéchent.

ARTICLE XIII. *Expérience faite ſur du Bois qui avoit perdu une partie de ſa ſeve.*

CETTE Expérience eſt la même que la précédente, excepté que le bout du ſoliveau qui avoit auſſi 3 pieds de longueur, 10 & 8 pouces d'équarriſſage, étoit pris d'un arbre qui avoit été abattu l'hiver précédent : ainſi il avoit huit à neuf mois d'a-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 347 sur 651

battage. Cependant, après avoir été travaillé, il paroiſſoit auſſi rempli de ſeve que s'il eût été récemment abattu : il peſoit 139 liv. c'eſt à raiſon de 83 liv. 6 onc. 4 gros le pied cube. Il avoit au pied un ſimple trait en forme de croiſſant, ſigne d'une roulure qui devoit ſe manifeſter plus ſenſiblement quand le bois ſeroit ſec ; on appercevoit auſſi cinq traits ſans profondeur, indice des fentes qui ſe formeroient lorſque le bois ſeroit ſec. Ces traits qui n'avoient point de profondeur, partoient d'un même centre. On n'appercevoit aucune gerce ſur les côtés.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

ON mit ce ſoliveau dans un four échauffé comme pour la premiere Expérience : après y avoir été 24 heures, il ne peſoit plus que. . . . . 111 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de. 28

La roulure du pied s'étoit ouverte, & elle avoit 7 pouces 6 lignes de profondeur, 4 pouces 6 lignes d'étendue, & 3 lignes d'ouverture.

Un des traits qui annonçoient des fentes à la tête, s'étoit ouvert de 2 lig. & cette fente avoit 2 pouc. de profondeur.

On n'apperçut aucune diminution ni ſur la longueur, ni ſur l'épaiſſeur de la piece : mais elle s'étoit contractée de 2 lignes ſur la largeur, qui n'étoit plus que de 9 pouces 10 lignes.

Il ſortit de la ſeve par les deux bouts à peu près en même quantité qu'à la premiere Expérience.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON remit ce même bout de ſoliveau au four ; & 22 heures après il peſoit . . . . . 107 liv.

Ainſi il avoit diminué de 4

La roulure du pied ne s'étoit point élargie ; mais on y fit entrer un fil de fer de 13 pouces de longueur.

La fente de la tête avoit 4 pouces 6 lig. de profondeur : les autres traits s'étoient ouverts d'un quart de ligne.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 348 sur 651

On ne remarqua qu'une ligne de diminution sur la largeur qui étoit de 9 pouces 9 lignes.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

LE même morceau de bois ayant été remis au four, & y étant resté 22 heures, il ne pesoit plus que . . . 96 liv.
Ainsi il avoit diminué de 11

L'ouverture de la roulure n'étoit point augmentée; mais elle avoit 13 pouces de profondeur : les gerces qui s'étoient ouvertes à la tête, s'étoient refermées, & la principale fente parut un peu diminuée.

On n'apperçut de diminution que sur l'épaisseur, qui n'étoit plus que de 7 pouces 11 lignes.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

LE même morceau de bois ayant resté 37 heures au four, pesoit . . . . . 86 liv.
Ainsi son poids étoit diminué de 10

La roulure du pied s'étoit refermée d'une ligne, & elle n'avoit plus que 2 lignes d'ouverture : celle de la tête s'étoit aussi considérablement fermée ; elle n'avoit plus qu'une ligne d'ouverture : les autres gerces étoient fermées entiérement.

La longueur de la piece étoit diminuée de 3 lignes, elle n'étoit plus que de 9 pouces 6 lignes ; son épaisseur étoit diminuée d'une ligne, & n'étoit plus que de 7 pouces 10 lignes.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

CE morceau de bois ayant resté 24 heures au four, pesoit . . . . . 83 liv.
Ainsi son poids étoit diminué de 3

La roulure du pied étoit restée à 2 lignes d'ouverture ; les gerces de la tête étoient refermées, & la grande fente n'étoit plus que d'un quart de ligne d'ouverture.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 349 sur 651

Il n'avoit point diminué de largeur : ſon épaiſſeur ayant diminué d'une ligne, elle n'étoit plus que de 7 pouc. 9 lig. 6 points.

§ 6. Remarques ſur la précédente Expérience.

CE bout de ſoliveau peſoit au commencement de l'Expérience . . . . . 139 liv.
A la fin. 83
Ainſi ſon poids étoit diminué de 56

On n'a point apperçu de diminution ſur ſa longueur qui étoit de 3 pieds. Sa largeur qui étoit de 10 pouces, s'eſt trouvée réduite à 9 pou. 6 lig. & ſon épaiſſeur qui étoit de 8 pou. à 7 pou. 9 lig. 6 points.

Les fentes qui s'étoient ouvertes d'abord, quand le bois a commencé à ſe deſſécher, ſe ſont fermées à meſure qu'il approchoit d'être ſec. Nous en avons donné la raiſon phyſique dans le *Traité de l'Exploitation, Liv. IV, Chap. II.*

ARTICLE XIV. *Expérience faite ſur un bout de Soliveau abattu depuis ſix ans.*

CE bout de ſoliveau étoit de pareilles dimenſions que les précédents, 3 pieds de longueur, 10 & 8 pouces d'équarriſſage, & pareillement de Chêne très-dur & fort ſain, mais abattu depuis ſix ans. Comme il étoit toujours reſté à l'air, la ſuperficie en paroiſſoit grillée par le ſoleil; cependant après avoir été équarri & réduit aux dimenſions que je viens de marquer, il paroiſſoit contenir encore beaucoup de ſeve. Il peſoit 133 liv. c'eſt à raiſon de 79 liv. 12 onc. 6 gros le pied cube. Il ne paroiſſoit aucune indice de fente au pied; mais on appercevoit à la tête quatre traits qui indiquoient qu'il ſe formeroit des fentes à ces endroits.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

CE morceau de bois ayant reſté 24 heures au four, peſoit. . . . . 105 liv.

Ainſi il étoit diminué de. . . . . 28 liv.

Il ne s'étoit ouvert aucune fente au pied; les quatre traits de la tête s'étoient ouverts d'un quart de ligne; la profondeur de ces fentes étoit de 4 pouces.

Il ne paroiſſoit aucune gerce ſur les faces. Sa largeur étoit diminuée de 2 lig. & avoit 9 pouc. 10 lig. ſon épaiſſeur étoit auſſi diminuée de 2 lig. mais ſeulement du côté du pied.

Il ſortit très-peu de ſeve par le bout de la tête.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

CE morceau de bois ayant reſté 22 heures dans le four, peſoit. . . . . 102 liv.

Ainſi il étoit diminué de 3

Les gerces & fentes étoient dans le même état qu'à la premiere Opération. Sa largeur étoit diminuée d'une ligne, & étoit réduite à 9 pouc. 9 lign. Il avoit auſſi diminué de 2 lignes d'épaiſſeur au bout qui répondoit à la tête, où il n'avoit point diminué à la premiere Opération. Son épaiſſeur étoit de 7 pouc. 10 lig.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

LE même morceau de bois ayant encore reſté 22 heures au four, il ne peſoit plus que . . . . . 92 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de. 10

Il ne s'étoit point formé de fentes au pied; les quatre fentes qui s'étoient ouvertes à la tête, étoient refermées entiérement.

Son épaiſſeur étoit diminuée d'une demi-ligne, & étoit de 7 pouces 9 lignes 6 points.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ON a remis ce morceau au four, & après y avoir reſté 37 heures, il peſoit . . . . . 84 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 8

Sa largeur étoit diminuée de 2 lignes; elle étoit réduite à

9 pouc. 7 lig. ſon épaiſſeur étoit auſſi diminuée de 2 lig. & étoit réduite à 7 pouc. 7 $\frac{1}{2}$ lig.

On n'a apperçu aucun changement dans les fentes.

§ 5. *Cinquieme Opération.*

Ce même morceau ayant été remis au four pendant 24 heures, il peſoit . . . . . 81 liv. 8 onc.

Ainſi il avoit perdu de ſon poids . . . . . 2 . . 8

Sa largeur étoit diminuée d'une ligne, & étoit de 9 pouces 6 lig. ſon épaiſſeur étoit diminuée d'une demi-ligne, & étoit de 7 pouces 6 lignes.

§ 6. *Remarques ſur la précédente Expérience.*

Cette piece, au commencement de l'Expérience, peſoit . . . . . 133 liv.

A la fin, elle peſoit . . . . . 81 . . 8 onc.

Son poids étoit diminué de . . . . . 51 . . 8

Elle n'a point ſenſiblement diminué de longueur, qui a toujours été de 3 pieds ; ſa largeur qui étoit de 10 pouces a été réduite à 7 pouc. 6 lig.

Le 18 Octobre, elle peſoit 82 liv. on la mit dans l'eau douce, où elle eſt reſtée juſqu'à la fin de Novembre : alors elle peſoit 115 liv. ainſi en ſix ſemaines elle s'étoit chargée de 33 livres d'eau, & il s'en falloit encore 18 qu'elle ne fût revenue au poids qu'elle avoit au commencement de l'Expérience. Mais on a vu plus haut, qu'il faut beaucoup de temps pour que les bois ſoient autant chargés d'eau qu'ils peuvent l'être.

Article XV. *Expérience faite ſur un bout de Soliveau extrémement ſec.*

Cette Expérience a été faite avec un bout de ſoliveau de mêmes dimenſions que les précédents, 3 pieds de longueur, 10 pouces de largeur & 8 d'épaiſſeur ; mais pour l'avoir très-

ſec, on l'a pris dans une piece de démolition. Il peſoit 98 liv. Il avoit ſur un de ſes côtés une fente de 12 pouc. de longueur, 2 lig. d'ouverture & 15 de profondeur. Le bois étoit très-ſec, ſain & de bonne qualité.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

CE bout de ſoliveau a été mis au four; & après y avoir reſté 22 heures, il peſoit . . . . . 94 liv. 8 onc.
Ainſi ſon poids étoit diminué de . . . . . 3 . . 8
Ses dimenſions n'avoient ſouffert aucune diminution, & il ne s'étoit formé aucune nouvelle fente.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON l'a mis paſſer 22 heures dans un four échauffé comme pour toutes les autres Opérations : lorſqu'il en fut tiré, il peſoit. . . . . 83 liv.
Ainſi ſon poids étoit diminué de . . . 11 . . 8 onc.
Sa largeur étoit diminuée d'une ligne : elle n'étoit plus que de 9 pouc. 11 lig. ſon épaiſſeur avoit auſſi diminué d'une lig. & étoit de 7 pouc. 11 lig.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

LE même morceau de bois ayant paſſé 37 heures au four, ne peſoit plus que . . . . . 75 liv.
Son poids étoit diminué de. 8
Sa largeur étant diminuée de 2 lig. étoit de 9 pouc. 9 lig. & ſon épaiſſeur, auſſi diminuée d'une lig. étoit de 7 pouc. 10 lig.
Il ne s'étoit point formé de nouvelles fentes.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

LE même morceau ayant reſté 24 heures dans le four, il peſoit . . . . . 74 liv.
Ainſi

Ainſi il n'étoit diminué que de . . . . . 1 liv.

Sa largeur étoit diminuée d'une ligne; elle étoit de 9 pouc. 8 lignes; ſon épaiſſeur, auſſi diminuée d'une ligne, étoit de 7 pouces 9 lignes.

§ 5. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

Ce bout de ſoliveau peſoit, au commencement de l'Expérience, ... 98 liv.

à la fin 74

Ainſi ſon poids étoit diminué de 24

Sa longueur eſt reſtée de 3 pieds; ſa largeur, qui étoit de 10 pouces, s'eſt réduite à 9 pouces 8 lig. & ſon épaiſſeur, qui étoit de 8 pouces, à 7 pouces 9 lignes.

Ce morceau de bois qui étoit très-ſec, a beaucoup moins perdu de ſon poids que ceux des premieres Expériences; & il auroit encore moins diminué, ſi avant l'Expérience la piece dont le morceau de bois a été tiré, n'avoit pas reſté à terre, où probablement elle s'étoit chargée de l'humidité que le terrein lui fourniſſoit.

ARTICLE XVI. *Remarques ſur les quatre Expériences précédentes.*

Ces Expériences ont été faites ſur quatre pieces de bois préciſément de mêmes dimenſions, mais de différentes coupes: on y voit que les bois contiennent beaucoup de ſeve, & qu'ils la conſervent bien long-temps. La piece qui avoit été abattue l'hiver précédent, en avoit autant que celle qui venoit de l'être. Cela n'eſt pas fort étonnant; mais il l'eſt, que la piece abattue depuis plus de 6 ans, toujours reſtée au grand air, & dont la ſuperficie étoit grillée à un pouce d'épaiſſeur par les injures de l'air & par l'ardeur du ſoleil, ſe ſoit trouvée avoir preſque toute ſa ſeve, quand elle a été équarrie, & réduite aux proportions des autres. Cela n'étoit pas particulier à cette piece: car on a formé des madriers de pareilles dimenſions,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 354 sur 651

tirés de pieces qui étant abattues depuis 15 ans devoient être fort ſeches, & ils ſe ſont tous trouvés contenir beaucoup de ſeve ou d'humidité : une de ces pieces, qui avoit 3 pieds de longueur ſur 10 & 8 pouces d'équarriſſage, peſoit 134 liv. elle n'a pas été deſſéchée au four ; mais à en juger ſuivant la nature de ſon bois, & le poids de celles qui avoient été deſſéchées, celle-ci n'auroit dû peſer que 100 liv. ainſi elle devoit contenir 34 liv. de ſeve ou d'humidité. Il eſt vrai que, comme on ne s'attendoit pas à faire ces Expériences, on avoit été obligé de prendre des pieces qui étoient poſées ſur terre, & qui avoient pu ſe charger de l'humidité du terrein. Il ne ſeroit pas non plus hors de toute vraiſemblance, qu'en expoſant au ſoleil une piece de gros échantillon, la ſuperficie ſe deſſéchât d'abord & précipitamment, & que la diſſipation de la ſeve de l'intérieur en devînt plus difficile, la croûte de bois deſſéchée mettant à couvert du hâle le bois de l'intérieur, & faiſant même peut-être un obſtacle à l'évaporation de la ſeve de l'intérieur : c'eſt probablement pour ces raiſons, que nous avons apperçu dans nos Expériences, que les bois ſe deſſéchoient plus complettement & plus promptement ſous les hangars aérés, qu'en plein air. L'Expérience que nous allons rapporter ſur un bordage, en fournira une preuve.

La piece qui a été priſe dans une piece de démolition, qui cependant n'avoit été que 9 ans en place, avoit encore beaucoup d'humidité ; & le pied cube dont nous allons parler, en contenoit encore ſix livres.

On n'a pas pouſſé plus loin l'épreuve ; & on s'eſt contenté de remettre ces pieces cinq fois au four, parce qu'elles avoient beaucoup moins perdu de leur poids dès la 4 & la 5^{e} Opération qu'aux autres, & que les bouts & les arrêtes commençoient à ſe convertir en charbon.

Les pieces ne ſe ſont point tourmentées au four, à l'exception de celle de l'Art. XI qui s'eſt un peu déjetée ; les autres étoient dans leur premier état, excepté qu'elles avoient diminué de volume ; & à toutes les pieces, la diminution étoit plus grande ſur la largeur, que ſur l'épaiſſeur. On a encore remarqué

que les fentes qui s'étoient ouvertes d'abord, s'étoient refermées à meſure que le bois ſe deſſéchoit. On a vu l'explication de ces faits dans le *Traité de l'Exploitation*, *Livre IV*, *Chap. II.*

Au reſte il me paroît qu'il ne ſeroit pas à propos de pouſſer le deſſéchement à un point extrême. J'en ai dit les raiſons dans un article particulier : & en effet qu'y gagneroit-on ? puiſque nous avons vu que les bois très-deſſéchés ſe chargent très-promptement de l'humidité de l'air. Quand il ſeroit praticable de deſſécher ainſi les bois de ſervice, on ne remédieroit pas aux défauts qui viennent du retour, ni à cette altération que nous avons prouvé exiſter dans l'intérieur des pieces de gros échantillon.

ARTICLE XVII. *Expérience faite ſur un pied cube de Bois très-ſec.*

CETTE expérience a été faite avec un pied cube de bois qui étoit reſté à couvert dans une ſalle depuis une vingtaine d'années, & qui ne peſoit que 47 livres.

On le fit fendre, & il ſe trouva très-ſec dans l'intérieur. Le plus gros morceau peſoit 36 livres, & c'eſt ſur cette piece de bois qu'on a fait les Opérations dont nous allons rendre compte.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

AYANT paſſé 22 heures au four, elle peſoit . . . 35 liv.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

AYANT encore paſſé 22 heures au four, elle peſoit . 33 liv.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

AYANT paſſé 37 heures au four, elle peſoit . 30 liv. 8 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 356 sur 651

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ENFIN ayant encore passé 24 heures au four, elle se trouva du même poids . . . . . 30 liv. 8 onc.

§ 5. *Remarques sur l'Expérience précédente.*

CE morceau de bois pesoit, au commencement de l'Expérience, ... 36 liv.
& à la fin, il ne pesoit plus que . . . . 30 . . 8 onc.
Ainsi son poids étoit diminué de . . . . 5 . . 8

ARTICLE XVIII. *Expériences dans lesquelles on a ménagé davantage la chaleur. Expérience faite sur un Madrier pris dans un Chêne abattu en 1732.*

DANS toutes les Expériences que nous venons de rapporter, les bois avoient été exposés à une chaleur si vive qu'ils étoient grillés, & trop desséchés pour être d'un bon service.

On a ménagé davantage la chaleur pour les Expériences suivantes.

On a scié sur les quatre faces un Chêne abattu l'hiver 1732, pour n'avoir que le cœur du bois : on en a formé un Madrier qui avoit 3 pieds de longueur, 3 pouces d'épaisseur, & 6 pouces de largeur. Le 21 Juin 1734, il pesoit 19 liv. 10 onc. 4 gr.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

ON le mit passer 5 heures dans un four dont la chaleur étoit semblable à ce qu'elle est quand on tire le pain. Au sortir du four, il pesoit . . . . . 18 liv. 5 onc.
Ainsi son poids étoit diminué de 1 5 4 gros.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 357 sur 651

§ 2. *Seconde Opération.*

L'ayant mis ſous un hangar, il peſoit 12 heures après . . . . . 18 liv. 5 onc. 4 gr.
Son poids étoit augmenté de. . . . . 4 gr.

§ 3. *Troisieme Opération.*

L'ayant encore remis paſſer 12 heures ſous le même hangar, il peſoit . . . . . 18 liv. 6 onc.
Ainſi ce morceau de bois qui n'étoit pas fort chargé de ſeve lorſqu'on l'a mis au four, & qui s'y étoit encore deſſéché, aſpiroit puiſſamment l'humidité de l'air, qui ces jours-là étoit conſidérable.

§ 4. *Quatrieme Opération.*

Ayant chauffé le four au même degré que pour la premiere opération, on y mit le même Madrier; & y ayant reſté 24 heures, il ne peſoit plus que . . . 16 liv. 6 onc.
Ainſi ſon poids étoit diminué de. . . . 2
Il s'étoit formé pluſieurs fentes aſſez conſidérables.

§ 5. *Cinquieme Opération.*

Après avoir reſté 48 heures ſous le hangar, il peſoit 16 l. 7 on.
Son poids étoit augmenté d'une once.

§ 6. *Sixieme Opération.*

Ce Madrier ayant encore paſſé 24 heures dans le four échauffé au même degré, il peſoit . . . . . 16 liv. 4 onc.
Ainſi il n'avoit perdu que 2 onces du poids qu'il avoit à la quatrieme Opération.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

ON le mit ſous le hangar; & 8 ans après, ſavoir le 25e Octobre 1742, il peſoit . . . . . 16 liv. 12 onc.

§ 8. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

ON voit que ce morceau de bois étoit très-ſec, & peut-être plus qu'il ne convenoit pour être mis en œuvre, puiſqu'ayant reſté huit ans ſous un hangar, ſon poids, au lieu de diminuer, étoit augmenté de 8 onc.

ARTICLE XIX. *Expérience faite ſur un Madrier pris dans un Chêne abattu depuis cinq mois.*

CE Madrier étoit de mêmes dimenſions que le précédent, & pareillement de cœur de Chêne; mais n'étant abattu que depuis cinq mois, il étoit très-rempli de ſeve: il peſoit le 21 Juin 1734, 31 livres.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AYANT paſſé 5 heures dans le four, il peſoit 30 liv. 1 onc.
Ainſi ſon poids étoit diminué de 15

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

AYANT reſté 12 heures ſous un hangar, il peſoit . . . . . 29 liv. 13 onc. 4 g.
Ainſi ſon poids au lieu d'augmenter, étoit diminué de 3 4

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

L'AYANT remis ſous le même hangar, il peſoit 12 heures

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 359 sur 651

après . . . . . 29 l. 10 onc. 0 gr.
Son poids étant encore diminué de . . 3 4
On voit que ce morceau de bois qui étoit tout verd, perdoit de ſon poids ſous le hangar, au lieu d'en augmenter comme ont fait ceux qui étoient ſecs.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

L'AYANT remis paſſer 24 heures dans le four, il ne peſoit plus que. . . . . 25 liv. 14 onc.
Ainſi ſon poids étoit diminué de . . 3 12

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

L'AYANT laiſſé 48 heures ſous le hangar, il peſoit . . . . . 25 liv. 13 onc. 4 gr.
Son poids étoit encore diminué de . . . 4

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON le remit paſſer 24 heures au four; il ne peſoit plus que . . . . . 25 liv. 4 onc.
Son poids étoit encore diminué de . . . 9

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

L'AYANT laiſſé ſous le hangar juſqu'au 25 Octobre 1742, il ne peſoit plus que . . . . 19 liv. 12 onc.

§ 8. *Remarques ſur l'Expérience précédente.*

CE morceau de bois, au commencement de l'Expérience, peſoit . . . . . 31 liv. 0 onc.
& en ſortant pour la derniere fois du four. . 25 4
Par conſéquent il avoit perdu au four 5 liv. 12 onc. de ſon poids.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 360 sur 651

Il n'étoit pas à beaucoup près deſſéché, puiſqu'il a encore perdu 5 liv. 8 onc. de ſon poids, étant reſté ſous le hangar.

Et en général, on voit que lorſque les bois ſont remplis d'humidité, cette humidité réduite en vapeurs continue à ſe diſſiper après que les bois ont été tirés du four; mais quand le deſſéchement des bois a été porté à un certain point, au lieu de perdre de leur poids ſous le hangar, ils ſe chargent de l'humidité de l'air.

ARTICLE XX. *Conſéquences qui réſultent des Expériences précédentes.*

J'AI déja dit qu'on avoit eu deux intentions en expoſant les bois à la chaleur du feu : l'une étoit de les deſſécher plus promptement & plus parfaitement; l'autre, de les attendrir pour leur faire prendre la courbure qui convenoit pour l'uſage auquel on les deſtinoit. Il n'étoit gueres poſſible de ſéparer ces deux objets dans l'expoſé que nous avons fait de nos Expériences : cependant toutes celles que nous avons rapportées juſqu'à préſent ne tendent qu'au deſſéchement du bois, & l'on peut en conclure que la chaleur du feu ne peut être employée pour deſſécher les gros bois. Cette même vérité ſera encore établie par des Expériences que nous rapporterons dans la ſuite. Ainſi on ne doit avoir recours à ce moyen que quand on aura à deſſécher des bois minces. Nous en avons, par exemple, fait uſage avec aſſez de ſuccès pour deſſécher de la voliche que nous deſtinions à faire des panneaux de Menuiſerie.

Il nous reſte encore bien des Expériences à rapporter ſur le deſſéchement des bois par la chaleur du feu : mais dans celles-ci nous ſerons obligés de parler en même temps de l'attendriſſement des bois; c'eſt pourquoi il convient d'expoſer dans quelle vue on s'eſt propoſé de les attendrir, & quels moyens on a employés à cet effet.

CHAPITRE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 361 sur 651

CHAPITRE III.

Réflexions générales sur l'Attendriſſement des Bois, & ſur les divers moyens qui y contribuent.

NOUS avons dit dans le *Traité de l'Exploitation, Liv. IV, Chap. III,* que les fendeurs de cerches les expoſoient au feu pour les attendrir, & que par ce moyen elles devenoient aſſez flexibles pour être roulées & miſes en bottes ſans ſe rompre.

Quand les Tonneliers font des futailles avec du bois ſec & un peu gras, ils courroient riſque d'en rompre pluſieurs douves lorſqu'ils les forcent pour leur faire prendre la courbure qu'exige le bouge, s'ils n'employoient pas des moyens pour rendre leurs bois flexibles : ils préviennent la rupture en faiſant dans leurs futailles un feu de copeaux qui attendrit les douves, & par ce moyen elles deviennent aſſez ſouples pour ſe ployer & ſe rendre à la courbure néceſſaire ſans être expoſées à ſe rompre. Les Menuiſiers, les Tourneurs en bois tendres, les Boiſſeliers, les faiſeurs de fourches, &c. ſavent auſſi avec le ſecours du feu redreſſer les bois courbes, ou courber ceux qui ſont droits.

On s'eſt propoſé d'employer le même moyen pour des objets bien plus conſidérables. Perſonne n'ignore que le fond ou la carene des vaiſſeaux forme des courbures tant dans le ſens horizontal, que dans le ſens vertical, dans la partie la plus renflée du vaiſſeau : vers le milieu la courbure étant peu conſidérable, les bordages & les préceintes ont toujours aſſez de ſoupleſſe pour s'y prêter ſans ſe rompre ; mais à des parties de l'avant & de l'arriere, la courbure étant trop grande pour que des planches ou des bordages droits de quatre ou ſix pouces d'épaiſſeur puſſent s'y prêter ſans ſe rompre, on étoit obligé de border ces parties avec des pieces de Gabari ; c'eſt-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 362 sur 651

à-dire qu'on cherchoit dans les Forêts des arbres qui euſſent naturellement cette courbure; & avec la ſcie, la hache ou l'erminette, on leur faiſoit prendre, aux dépens du bois, le contour qu'exigeoit la place où on devoit les mettre. Outre que ces pieces courbes ſont fort rares, & qu'il eſt important de les ménager pour les membres, on faiſoit une grande déprédation de bois, & une énorme dépenſe en main d'œuvre; de plus on étoit forcé d'employer des bois courts qui ne faiſoient point une bonne liaiſon, & des bois tranchés qui manquoient de force. On s'eſt propoſé de couvrir ces parties convexes des vaiſſeaux avec des bordages droits, & même des préceintes droites, en attendriſſant ces bois, quoiqu'aſſez épais, par la chaleur du feu; & pour cela, on a employé différents moyens dont nous allons parler.

Les uns ont fait chauffer les bordages ſur une barre de fer qu'on ſoutenoit à une certaine hauteur par des Chenêts, & qu'on chauffoit en deſſous avec un feu de copeaux, pendant qu'on les humectoit par deſſus avec de l'eau. D'autres les plongeoient dans de l'eau de mer qu'on faiſoit chauffer au moyen de fourneaux qu'on établiſſoit ſous un long coffre de cuivre; ou bien on les expoſoit à la vapeur de l'eau bouillante. Enfin on les a enfouis dans du ſable chaud qu'on arroſoit avec de l'eau de mer bouillante. Pour me mettre à portée d'éprouver ces différents moyens, j'ai fait conſtruire de ces différentes étuves à Denainvilliers; & quand on a été décidé ſur celles qu'on devoit établir dans les Ports, j'ai été à portée de répéter mes Expériences plus en grand dans les Ports même.

On ſait que les bordages ſont pour la plupart des planches droites & trop épaiſſes pour être courbées juſqu'à s'ajuſter au contour de pluſieurs parties des vaiſſeaux, ſi l'on ne prenoit ſoin de les attendrir de quelque maniere que ce puiſſe être; ſans cette précaution, ces planches épaiſſes, qui ſont de ſciage, & par conſéquent de bois tranché, ſe romproient infailliblement.

Mais ſi l'on fait attention qu'avant que la ſeve ſoit convertie

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 363 sur 651

en bois, elle paſſe par l'état d'une ſubſtance réſineuſe, ou gommeuſe, ou gélatineuſe, capable d'être fort attendrie par la chaleur & l'humidité, on concevra aiſément que, quoique les fibres ligneuſes ſoient trop endurcies pour être autant amollies que la portion de la ſeve qui n'eſt pas encore convertie en bois, elles ne laiſſent cependant pas d'être ſuſceptibles d'acquérir par la chaleur & l'humidité quelque ſoupleſſe. L'Ecaille, la Corne, les Os fourniſſent des exemples de cet attendriſſement : ces ſubſtances ne ſe fondent point dans l'eau bouillante ; mais elles s'attendriſſent aſſez pour être redreſſées, ou même pour être moulées. Une piece de bois ſec peut donc, en quelque maniere, être comparée à un morceau de colle forte, qui ſe rompt, quand elle eſt ſeche, plutôt que de ſe plier ; mais qui devient, par le ſecours du feu & de l'eau, ſuſceptible de toutes les figures qu'on veut lui donner. Auſſi la chaleur & l'humidité ſont-ils les ſeuls moyens qu'on ait juſqu'ici employés pour donner au bois la ſoupleſſe dont il a beſoin pour ſe ployer ſans ſe rompre. Nous l'avons déja dit, tous les Ouvriers qui veulent redreſſer des bois courbes, ou faire prendre quelque courbure à des bois droits, uſent de cette méthode ; & c'eſt la ſeule qui ait été en uſage dans tous les Ports tant de France que d'Angleterre & de Hollande, pour rendre les bordages des vaiſſeaux ſuſceptibles d'être courbés : toute la différence conſiſte dans les moyens qu'on a employés pour chauffer les bordages & les pénétrer d'eau. Nous allons les expoſer.

CHAPITRE IV.

Maniere d'attendrir les Bois par l'action immédiate du feu.

LA MÉTHODE qui a été la premiere en uſage, conſiſtoit à poſer les bordages *E F* (*Planche IX, Fig. 6 du Livre II.*) qu'on vouloit courber, ſur un barreau de fer *A B*, ſoutenu à diffé-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 364 sur 651

rentes hauteurs par de gros chenêts *C D*. Un des bouts *F* du bordage paſſoit ſous la traverſe *G*; on plaçoit la partie où devoit être la plus grande courbure ſur le barreau de fer *A B*; on chargeoit le bout *E* par des poids *H*, qu'on rendoit plus ou moins peſants ſuivant l'épaiſſeur du bordage & l'amplitude de la courbure qu'il devoit prendre. On allumoit deſſous du feu *I*; & afin qu'il ne brûlât pas les bordages, on avoit ſoin qu'il ne fît pas trop de flamme. On arroſoit le deſſus *L* avec de l'eau. Par cette pratique, qui eſt fort ſimple, non-ſeulement on attendriſſoit le bois, & on le diſpoſoit à ſe courber ſans ſe rompre, mais de plus on commençoit à lui faire prendre par les poids dont on le chargeoit, la courbure qu'il devoit avoir; le reſte s'achevoit en l'attachant ſur les membres, comme je l'expliquerai dans la ſuite. Je vais rapporter les Expériences que j'ai faites pour connoître ce qu'on pouvoit eſpérer de cette méthode.

1°, Je pris pour mes Expériences des bois verds abattus de l'hiver précédent, & des bois ſecs abattus depuis trois ans, & qui avoient été conſervés depuis ce temps ſous un hangar fort aéré.

2°, Je les fis équarrir à la coignée, comme on le pratique ordinairement; & je fis lever par des Scieurs de long, des doſſes ou membrures ſur deux de leurs faces pour ne conſerver que le cœur du Chêne.

3°, Je fis enſuite donner un trait de ſcie dans le milieu de ces pieces pour les refendre en deux, afin d'avoir deux pieces qui puſſent être comparées l'une à l'autre avec toute l'exactitude poſſible; car il eſt à préſumer que deux moitiés d'un même arbre ſe reſſemblent parfaitement. On ſait de plus que les bois qui ſont refendus par le cœur de l'arbre, ſont moins ſujets à ſe fendre que les autres, & que c'eſt le cas où ſe trouvent preſque toujours les bordages.

4°, En faiſant débiter ces bois, j'eus encore ſoin qu'il y eût toujours une piece de bois ſec & une de bois verd, débitées ſur de ſemblables dimenſions, pour qu'elles puſſent être plus aiſément comparées l'une à l'autre, quoique pour faire cette comparaiſon avec encore plus d'exactitude, j'aie réduit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 365 sur 651

preſque tous mes bois au pied cube, comme on le verra dans la ſuite.

5°, Pour éviter toute confuſion, j'ai fait graver ſur chaque piece un numéro.

6°, Enfin, comme je l'ai pratiqué pour toutes mes Expériences, j'ai tenu un Journal ſur lequel le poids & tous les détails des Expériences étoient marqués.

ARTICLE I. *Expérience faite ſur des Bois verds abattus de l'hiver précédent.*

§ 1. PREMIERE OPÉRATION *.

AU commencement du mois de Juin 1735, je fis donc équarrir des pieces de bois abattues l'hiver précédent : elles portoient, étant bien frappées ſur toutes les faces, 8 à 10 pouces d'équarriſſage. Je les fis refendre en deux par les Scieurs de long, & j'en formai des madriers qui avoient 3 pouces d'épaiſſeur, 6 pouces de largeur & 6 pieds de longueur. J'eus quatre madriers pareils qui ſortoient d'un même arbre ; tous furent marqués de la lettre *A*, & numérotés I, II, III, IV.

N°. I & III peſoient le 13 Juin 1735 ; ſavoir,

N°. I	100 liv.	14 onc.
N°. III	102	12

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

Ils furent placés ſur des traverſes de fer, & chauffés en deſſous avec un feu de copeaux : de temps en temps, on les retournoit pour préſenter ſucceſſivement leurs quatre faces à la flamme des copeaux. Après avoir été ainſi chauffés pendant ſix heures aſſez vivement pour que la ſuperficie commençât à ſe griller,

(*) *Nota* que dans les Expériences que je vais rapporter, ce ſera toujours une moyenne priſe ſur quatre pieces de bois, quoique l'expoſé de mes Expériences ſoit fait comme s'il ne s'agiſſoit que d'une piece : ainſi N°. I indique 4 pieces numérotées I.

N°. I, peſoit . . . . . 95 liv.
N°. III, peſoit auſſi 95

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON mit ces madriers numérotés I & III, avec les madriers numérotés II & IV ſous un hangar, où ils reſterent juſqu'au 26 Octobre 1742.

Obſervez que le madrier N°. II, qui ne devoit point être expoſé au feu, peſoit au commencement de l'Expérience, 86 liv. 8 onc. & N°. IV, qui ne devoit pas non plus être expoſé au feu, peſoit 104 liv.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

LE 26 Octobre 1742,

N°. I,	peſoit	75 liv.	
N°. II,	peſoit	79	8 onc.
N°. III,	peſoit	74	
N°. IV,	peſoit	78	

§ 5. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

ON voit qu'il s'en falloit beaucoup que la chaleur des copeaux eût diſſipé toute la ſeve des madriers qui y avoient été expoſés pendant ſix heures, puiſque le madrier N°. I, n'avoit perdu pendant ces ſix heures que 5 liv. 14 onc. de ſon poids; & qu'enſuite, ſous le hangar, ſon poids a encore diminué de 20 liv.

Cependant N°. II, qui a toujours été ſous le hangar, n'a perdu que 7 liv. de ſon premier poids; il eſt vrai qu'il avoit moins de maſſe que les autres.

De même le madrier N°. III, n'a perdu pendant les ſix heures qu'il a été expoſé au feu de copeaux, que 7 liv. 12 onc. & ſous le hangar ſon poids eſt diminué de 21 liv.

Enfin N°. IV, qui a toujours reſté ſous le hangar, ſans avoir été expoſé au feu, & dont la maſſe étoit à peu près égale aux

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 367 sur 651

autres, a perdu 26 liv. de ſon poids. Il eſt probable cependant que la chaleur du feu a mis aſſez la ſeve en mouvement pour la diſpoſer à s'échapper enſuite plus facilement d'elle-même ſous le hangar.

ARTICLE II. *Expérience faite avec des Bois ſecs.*

CETTE Expérience a été faite avec du bois qui avoit été abattu depuis trois ans, & conſervé pendant tout ce temps ſous un hangar.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

COMME j'ai toujours remarqué que les bois anciennement abattus perdoient de leur poids quand on les avoit débités, je commençai par faire réduire ces madriers aux mêmes dimenſions que ceux de l'Expérience précédente ; ils peſoient à raiſon de 61 liv. 5 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros le pied cube.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

JE les fis remettre ſous le hangar pour voir ſi étant débités, ils perdroient encore de leur poids ; & au bout de huit à dix jours, ils ſe trouverent peſer 60 liv. 14 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Aïnſi ils avoient diminué de 6 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr. par pied cube.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON les expoſa au feu comme les précédents ; mais à un feu modéré pour ne point brûler ces bois qui étoient ſecs ; & après les y avoir laiſſés cinq heures, ils peſoient 58 liv. 13 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gr.

Ainſi chaque pied cube n'avoit diminué dans cette opération, que de 2 liv. 1 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ON les remit ſous le hangar ; & douze heures après, le temps

étant humide, ils ſe trouverent peſer 58 liv. 14 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr.

Ainſi leur poids avoit augmenté de 1 once 2 $\frac{2}{3}$ gr.

Ayant encore reſté douze heures ſous le hangar, ils peſoient 59 liv.

Douze heures encore après, ils peſoient de même 59 liv.

Ainſi chaque pied cube n'étoit plus léger qu'au commencement de l'Expérience que de 1 liv. 14 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ON les chauffa comme la premiere fois pendant quatorze heures : alors ils ne peſoient plus que 53 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{2}$ gr.

Ainſi ils avoient perdu de leur premier poids 7 liv. 4 onc.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

ON les remit ſous le hangar ; & quarante-huit heures après, ils peſoient 53 liv. 13 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gr.

Ainſi leur poids étoit augmenté de 5 $\frac{1}{3}$ gr.

On a vu dans nombre d'Expériences, & on verra encore dans la ſuite, que les bois continuent à perdre de leur poids quelque temps après être ſortis de la chaleur du feu : cependant on voit ici que leur poids eſt augmenté : ſur quoi il eſt bon de remarquer, 1°, que le temps étoit humide ; 2°, que la diminution qui ſe fait ſous le hangar au ſortir de l'étuve, ne dure que peu de temps, ſur-tout quand l'air eſt frais ; ainſi pour l'appercevoir, j'aurois dû peſer mes bois quatre ou ſix heures après les avoir tirés du feu, au lieu que je ne les ai peſés que douze ou vingt-quatre heures après qu'ils ont été mis ſous le hangar.

D'ailleurs la différence qu'on apperçoit ici peut venir de ce que les bois de cette Expérience étoient parvenus à un degré aſſez conſidérable de ſéchereſſe.

§ 7. SEPTIEME OPÉRATION.

QUOI QU'IL en ſoit, on les expoſa encore à la chaleur d'un petit

petit feu pendant quatorze heures : enſuite ils peſoient 53 liv. 5 onc. 2 $\frac{1}{2}$ gros.

Ils n'avoient diminué que de 5 onc. 3 gros par pied cube.

Cette diminution eſt peu conſidérable : cependant ils n'étoient pas parfaitement ſecs, quoiqu'il ſe fût formé quelques grandes fentes, par leſquelles il s'étoit échappé un peu de ſeve qui s'étoit grillée, & qui ſentoit la pomme cuite ; & quoiqu'on eût ménagé le feu, ils avoient une couleur brune & charbonnée.

ARTICLE III. *Expérience faite ſur des Bois verds.*

CETTE Expérience eſt tout-à-fait ſemblable aux précédentes, excepté qu'au lieu d'employer des bois abattus depuis trois ans, j'ai pris des bois verds qui n'étoient abattus que de l'hiver précédent.

Le pied cube de ces bois verds peſoit, avant que de commencer l'Expérience, 92 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

APRÈS avoir été expoſés pendant cinq heures à une chaleur modérée, ils peſoient 90 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr.

Ainſi le poids de chaque pied cube n'étoit diminué que de 2 l. 8 onc.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

ON les mit ſous un hangar, & douze heures après, ils ne peſoient que 89 liv. 9 onc. 2 $\frac{1}{3}$ gr.

Douze heures après, 89 liv.

Douze heures encore après de même, 89 liv.

Ainſi ces bois qui étoient verds, au lieu de ſe charger de l'humidité de l'air, ont perdu ſous le hangar, 1 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr.

§ 3. *TROISIEME OPÉRATION.*

ON les expoſa à une chaleur un peu plus vive : car comme

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 370 sur 651

ils étoient pleins de ſeve, on appréhendoit moins de les brûler; après y avoir été expoſés quatorze heures, ils ne peſoient que 79 l.

§ 4. QUATRIÈME OPÉRATION.

ON les mit ſous le hangar; & vingt-quatre heures après, ils peſoient 78 livres 14 onces 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Leur diminution a donc été par pied cube, de 1 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gr.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ON les expoſa encore pendant quatorze heures à la même chaleur : ils ne peſerent plus que 77 liv. 5 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

§ 6. *Remarque ſur l'Expérience précédente.*

MON intention étoit de continuer à expoſer ces bois à la chaleur juſqu'à ce qu'ils ne diminuaſſent plus de poids; mais comme leur ſuperficie devenoit charbonneuſe, j'appréhendai de les brûler.

Je remarquai ſeulement qu'il ſe formoit déja beaucoup de petites fentes, & que ces bois avoient une forte odeur de pomme grillée.

ARTICLE IV. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

OUTRE les Expériences que je viens de rapporter, comme il ne m'étoit pas poſſible de plier ces bois qui avoient peu de longueur & trois pouces d'épaiſſeur, j'en chauffai de plus minces que je parvins à plier; mais il me parut qu'on ne pouvoit pas eſpérer d'employer ce moyen pour attendrir les bois juſqu'au point de les plier ſans ſe rompre lorſqu'ils auroient autant d'épaiſſeur que les bordages & les préceintes des gros vaiſſeaux, d'autant qu'il eſt bien difficile de les chauffer également dans toute leur longueur; mais je penſai qu'on pouvoit faire uſage de ce moyen pour des bordages moins épais, comme

ſont ceux des canots & chaloupes : quoiqu'il reſte toujours l'inconvénient de conſommer beaucoup de copeaux pour entretenir le feu ; cependant ce moyen a été long-temps le ſeul qu'on ait employé dans les ports, où j'ai vu mettre en place, à des chaloupes, des bordages droits qui s'étendoient de toute la longueur de ces petits bâtiments ; & on les avoit, par ce moyen, aſſez attendris pour que leurs deux extrémités s'ajuſtaſſent au contour de la chaloupe, tant à l'avant qu'à l'arriere.

ARTICLE V. *Expérience faite ſur des Bois plus longs que ceux qui ont ſervi pour les Expériences précédentes.*

CETTE Expérience a été faite ſur une piece de bois médiocrement ſeche, qui avoit 10 pieds de long, 12 pouces de largeur & 11 pouces d'épaiſſeur.

Elle peſoit avant l'Expérience, 684 liv.

§. 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

ELLE fut chauffée vivement ſur deux chandeliers à un feu de gros copeaux pendant quatre heures ſur toutes les faces, enſuite parée pour ôter la couche charbonneuſe : alors elle ne peſoit plus que 554 liv. étant diminuée de 130 liv. Mais cette diminution ne dépendoit pas uniquement de la ſeve, qui s'étoit évaporée ; elle étoit principalement produite par la couche charbonneuſe qu'on avoit ôtée ; c'eſt pourquoi nous avons examiné combien peſoit le pied cube de cette piece chauffée, & enſuite parée, pour la comparer au poids du pied cube de toute la piece avant l'Expérience. Le calcul étant répété pluſieurs fois, nous avons été ſurpris de trouver que le pied cube de la piece chauffée peſoit trois livres de plus que le pied cube de la piece entiere avant qu'elle fût chauffée.

On crut d'abord que cette Expérience prouvoit que l'humidité d'une piece chauffée ſe retiroit au cœur, où il y avoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 372 sur 651

moins de chaleur ; mais je crois plus naturel de penſer que la piece qui s'étoit en partie deſſéchée avant l'Expérience, avoit perdu ſeulement l'humidité des couches extérieures qui ont été enlevées ; & pour cette raiſon le bois du cœur qui étoit moins ſec, devoit être plus peſant. D'ailleurs on ſait que dans les bons bois, c'eſt toujours le bois du cœur qui eſt le plus lourd ; & c'eſt celui qu'on avoit conſervé.

Au reſte cette Expérience prouve que l'action du feu n'avoit pas beaucoup deſſéché l'intérieur de cette piece, qui au toucher paroiſſoit effectivement fort humide, & qui ne s'étoit pas beaucoup fendue : il avoit ſuinté par les bouts quelques gouttes de ſeve.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON expoſa cette piece au ſoleil & au vent ; & trois mois après, elle ne peſoit plus que 499 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 55 liv.

Il s'y étoit formé quelques fentes, quoiqu'elle ne fût pas encore parfaitement ſeche.

ARTICLE VI. *Expérience faite ſur une plus groſſe Piece.*

ON prit une piece de 8 pieds de longueur, de 12 & 13 pouces forts d'équarriſſage ; elle étoit environ d'un an d'abattage, & peſoit 624 liv. Elle cuboit 9 pieds ; c'eſt à raiſon de 69 liv. 5 onc. le pied cube.

On la chauffa comme la précédente ſur des chandeliers pendant quatre heures, la retournant ſur les quatre faces ; plus de deux pouces de la ſuperficie de chaque face étoit réduite en charbon.

On emporta cette couche charbonneuſe, & l'on réduiſit la piece à 7 $\frac{1}{2}$ pieds de long, 8 & 8 pouc. d'équarriſſage. Alors elle cuboit 3 pieds 4 pouc. & peſoit 246 liv. c'eſt à raiſon de 74 liv. 3 onc. le pied cube. Voilà encore le poids du pied cube augmenté.

Je ne répéterai point les remarques que j'ai faites à l'occasion de l'Expérience précédente.

ARTICLE VII. *Expérience faite sur une piece de Bois qui avoit été flottée.*

ON prit une piece de bois qui avoit resté deux ans dans l'eau; on la réduisit à 8 pieds de longueur, 12 & 12 pouc. d'équarrissage; elle pesoit 584 liv. & cuboit 8 pieds, c'est à raison de 73 liv. le pied cube.

Après avoir été chauffée pendant quatre heures comme les autres, on la fit réduire à 7 & 7 pouc. d'équarrissage & 7 pieds de longueur : elle cuboit alors 2 pieds 4 pouces 7 lig. & pesoit 176 liv. c'est à raison de 75 liv. le pied cube à très-peu de chose près. Ainsi le poids de chaque pied cube étoit augmenté de 2 l.

ARTICLE VIII. *Remarques sur les Expériences précédentes.*

CETTE épreuve nous engage à faire plusieurs remarques.

1°, La piece qui sortoit de l'eau pesoit plus par pied cube que celle qui n'avoit pas été flottée; ceci est très-naturel.

2°, Pendant l'épreuve où le feu assez violent avoit été continué pendant quatre heures, on ne remarqua qu'une seule goutte d'eau qui eût sorti par le bout de cette piece qui étoit très-humide : ainsi ce qui s'est échappé, s'est dissipé en vapeurs.

3°, Le poids considérable du bois de l'intérieur pourroit faire penser que l'humidité se seroit retirée dans l'intérieur de la piece; cependant je renvoie à ce que j'ai dit plus haut sur cette différence de poids. Il est bon de remarquer qu'on a brûlé plus de trois milliers de copeaux & de menu bois pour rôtir les deux pieces dont nous venons de parler, & cette manœuvre exige beaucoup de main-d'œuvre.

On a exposé ces pieces au grand air, & il s'est formé peu de fentes; mais ce n'étoit pas du bois très-dur.

ARTICLE IX. *Expérience faite ſur une Membrure qu'on a chauffée avec ménagement.*

CETTE Expérience a été faite ſur une membrure de Chêne très-dur, de 10 pieds de longueur, de 11 pouces de largeur, & 3 ½ pouces d'épaiſſeur; elle peſoit 169 liv.

Après avoir été chauffée ſur un petit feu de copeaux, elle peſoit 166 liv.

Ainſi ſon poids étoit diminué de 3 livres.

On expoſa cette membrure au ſoleil & au grand air : elle y perdit conſidérablement de ſon poids; & cependant elle ſe fendit très-peu. Comme cette membrure étoit mince, les fibres pouvoient ſe rapprocher ſans qu'il ſe formât beaucoup de fentes.

CHAPITRE V.

Maniere d'attendrir les Bois par l'eau bouillante.

DES Conſtructeurs qui faiſoient des vaiſſeaux pour les vendre, s'étant propoſé d'employer des bordages droits aux parties des vaiſſeaux où ils devoient prendre beaucoup de courbure, & néanmoins ne voulant point courir riſque de les rompre, ont imaginé de faire faire un grand coffre de cuivre de 18 à 20 pieds de longueur, de 3 ½ de largeur ainſi que de hauteur, *C D* (*Planche XI. Fig.* 2). Ayant monté ce grand coffre ſur un fourneau de Maçonnerie (*Fig.* 1), ils l'empliſſoient avec de l'eau de la mer, dans laquelle ils mettoient les bordages; ils recouvroient le coffre avec un couvercle à charniere *E*, (*Fig.* 3) qui étoit de trois à quatre pieces, & ils allumoient deſſous deux ou quatre feux *F G H I*, (*Fig.* 1) juſqu'à faire bouillir cette eau. Rien aſſurément n'étoit plus propre à attendrir les bois. J'ai fait faire un petit coffre ſemblable pour en éprouver

l'uſage : les bois employés au ſortir de l'eau bouillante, étoient très-ſouples ; ils ſe prêtoient avec facilité à tous les contours qu'on vouloit leur faire prendre, ſans qu'il s'en détachât aucun éclat : mais l'eau dans laquelle on les faiſoit bouillir, devenoit rouſſe ; les bois expoſés au ſoleil, au ſortir de l'eau, perdoient beaucoup de leur poids, & ils ſe retiroient beaucoup, ce qui auroit augmenté les joints ; & la qualité du bois paroiſſoit fort altérée quand ces bois étoient deſſéchés. Enfin cette méthode m'a paru défectueuſe ; ce qui fait que je me bornerai à cet expoſé général, & que je ne rapporterai point les Expériences en détail. Je crois cependant qu'on pourroit en faire uſage pour des ouvrages de peu de conſéquence, & qui devroient être conſervés à l'abri des injures de l'air. Mais il faudroit commencer par leur faire prendre la courbure qu'ils doivent avoir ; & après qu'ils ſeroient refroidis, former les aſſemblages : ſans quoi on auroit beaucoup de déjoints.

CHAPITRE VI.

Maniere d'attendrir les Bois par la vapeur de l'eau bouillante.

SUIVANT cette troiſieme méthode, les bordages ne reçoivent aucune impreſſion immédiate du feu ni de l'eau ; & ils ne courent point riſque d'être brûlés ni pénétrés de l'eau bouillante, qui diſſout la ſubſtance gélatineuſe, & altere la qualité des bois.

On prend une grande chaudiere *C* (*Planche XII, Fig. 2 & 3*) qui contient environ trois pieds cubes d'eau : elle eſt montée ſur un fourneau de Maçonnerie *D*, (*Fig.* 1) dans lequel on fait du feu : l'ouverture de cette chaudiere eſt réduite à 15 ou 18 pouces de diametre, & eſt fermée bien exactement par un couvercle *E*, (*Fig.* 1 *& 3*).

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 376 sur 651

A côté de ce couvercle qu'on ouvre pour mettre l'eau dans la chaudiere, eſt un tuyau *F* (*Fig.* 1) auſſi de cuivre, qui communique dans un grand coffre de bois *G H* d'environ 3 ½ pieds en quarré ſur 16 à 18 pieds de longueur : celle de ſes extrêmités *G*, qui eſt du côté de la chaudiere, eſt exactement fermée, recevant ſeulement le tuyau qui vient de la chaudiere; à l'autre bout *H* eſt une porte à couliſſe *I*, (*Fig.* 4) qu'on peut élever pour ouvrir la caiſſe, & qu'on abaiſſe pour la fermer.

Cette caiſſe eſt faite de planches de Chêne, de trois pouces d'épaiſſeur, bien jointes & bien liées par des moiſes ou chevrons *K*, (*Fig.* 1 *&* 2) de 4 à 5 pouces quarrés : ces liens ſont éloignés les uns des autres de 3 à 4 pieds ; ou bien cette caiſſe eſt reliée de ſix cercles de fer.

Il y a dans ce coffre, à un tiers de ſa longueur, pluſieurs petites barres de fer poſées verticalement ſur une même ligne, à deux pouces les unes des autres : c'eſt entre ces barres qu'on met ſur le can les bordages qu'on veut chauffer. Ce coffre eſt élevé ſur des chevalets *L*, (*Fig.* 1 *&* 4) qui ont environ 5 ½ pieds de hauteur.

Il eſt évident que quand on fait bouillir l'eau de la chaudiere, la fumée ou vapeur de l'eau paſſe de la chaudiere dans cette caiſſe qui en eſt bientôt pleine.

On remplit donc d'eau la chaudiere juſqu'à un pied ou 18 pouces au-deſſous de l'endroit où eſt ſoudé le tuyau *F :* on la ferme de ſon couvercle *E*, (*Fig.* 1) ; on ouvre la couliſſe *I*, (*Fig.* 4) & on introduit ſur le can les bordages dans la caiſſe par cette extrémité; on ferme la porte à couliſſe; on allume le feu dans le fourneau *M*, (*Fig.* 1) ſous la chaudiere *C*. Les vapeurs humides ſe communiquent par le tuyau dans l'intérieur de la caiſſe; & ayant laiſſé les bordages dans cette étuve autant d'heures qu'ils ont de pouces d'épaiſſeur, ils s'attendriſſent aſſez pour ſe prêter aux contours qu'on veut leur faire prendre.

Par cette méthode, on conſomme peu de bois; & ſitôt que les bordages ſont introduits dans la caiſſe, un ſeul Journalier ſuffit pour entretenir le feu ſous la chaudiere.

Je

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 377 sur 651

Je me propoſai d'éprouver cette façon d'attendrir les bois : je fis donc faire une petite étuve en établiſſant une grande caiſſe de bois dans laquelle répondoit l'embouchure d'une chaudiere de cuivre qui contenoit un demi-muid d'eau ; & comme l'ouverture de cette chaudiere n'étoit pas fermée, & qu'elle répondoit à l'intérieur de la caiſſe, elle étoit au moins auſſi remplie de ces vapeurs humides que la grande étuve dont je viens de donner la deſcription.

ARTICLE I. *Premiere Expérience faite ſur des Bois médiocrement ſecs, abattus depuis trois ans, & conſervés pendant tout ce temps ſous un hangar fort aéré.*

JE pris des bois à demi-ſecs, pareils à ceux que j'avois employés pour éprouver l'attendriſſement des bois chauffés ſur des chandeliers avec des copeaux, *Art.* 3 & 4.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

JE diſpoſai ces bois dans ma caiſſe à peu près comme je viens de l'expliquer : je fis allumer le feu ſous la chaudiere ; je les laiſſai expoſés à la vapeur chaude & humide de l'eau pendant cinq heures, à compter du temps où l'eau commença à bouillir.

Avant de mettre ma piece de bois à l'étuve, elle peſoit 62 liv. 4 onc.

Au ſortir de l'étuve, elle peſoit 63 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{4}$ gros.

Ainſi ſon poids étoit augmenté de 14 onc. 5 $\frac{1}{4}$ gros.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

On la mit ſous le hangar, & douze heures après être ſortie de l'étuve, elle peſoit 62 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{4}$ gros.

Et vingt-quatre heures après 62 liv.

Ainſi voilà ces bois au-deſſous de leur premier poids de 4 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 378 sur 651

La vapeur de l'eau a fait ici quelque choſe d'approchant de ce qui ſe paſſe dans la machine de Papin ; elle a diſſout ce qu'elle a rencontré de plus diſſoluble dans le bois ; & en s'échappant, cette partie diſſoute s'eſt diſſipée.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

JE remis cette piece de bois expoſée à la vapeur de l'eau pendant huit heures.

Au ſortir de l'étuve, elle peſoit 63 liv. 9 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

Ainſi ce bois ayant reſté plus long-temps expoſé à la vapeur de l'eau, il s'eſt chargé davantage d'humidité.

Mais douze heures après être ſorti de l'étuve, il peſoit 62 l.

Douze heures encore après, 61 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{4}$ gros.

Enfin vingt-quatre heures après, 61 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{4}$ gros.

Ainſi, voilà le morceau de bois plus léger qu'il n'étoit au commencement de l'Expérience, de 1 liv. 1 onc. 2 $\frac{3}{4}$ gros.

Cette piece de bois avoit quelques grandes fentes, quoiqu'elle ne fût pas parfaitement ſeche ; mais ces fentes peuvent dépendre de la diſpoſition des fibres ligneuſes, ſur quoi l'on peut conſulter l'*Exploitation des Bois*.

ARTICLE II. *Expérience faite avec une piece de Bois abattue l'hiver précédent & très-remplie de ſeve.*

POUR exécuter ſur du bois verd des Expériences pareilles à celles que j'avois faites ſur des bois aſſez ſecs, je mis dans mon étuve à vapeurs du bois abattu de l'hiver précédent.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AVANT d'être mis à l'étuve, il peſoit 82 liv. 6 onc.

Après avoir reſté expoſé à la vapeur de l'eau pendant cinq heures, il peſoit 83 liv. 1 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

Le voilà augmenté de 11 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

CES bois furent mis ſous un hangar, & douze heures après, ils peſoient 80 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Les voilà plus légers qu'au commencement de l'Expérience, de 1 liv. 11 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

Ainſi les 11 onc. 2 gros $\frac{2}{3}$ d'eau dont ces bois ſe ſont chargés, ſe ſont diſſipés, & ont emporté avec elle une livre de la ſeve.

Il eſt à propos de faire obſerver qu'il ſortoit de l'étuve une odeur très-forte & déſagréable ; ce qui marque qu'il ſe faiſoit une évaporation de la ſubſtance du bois, dans l'étuve même, quoique ces bois y euſſent augmenté de poids ; en effet ſi l'on regarde la vapeur de l'eau qui pénetre les bois, & la ſeve de ces mêmes bois, comme deux liqueurs qu'on mêleroit enſemble, & qui auroient différents degrés de volatilité, la liqueur la plus volatile doit naturellement s'échapper la premiere ; ce qui fait apparemment qu'une portion de la ſeve s'évapore pendant que la vapeur de l'eau, non ſeulement en prend la place, mais même ſe loge dans les pores de ces bois au point d'en augmenter ſenſiblement le poids.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON les remit paſſer encore huit heures dans la même étuve ; & au ſortir, ils peſoient 82 liv. 10 onc.

Ainſi ils étoient preſque revenus au poids qu'ils avoient quand on les avoit ſortis la premiere fois de l'étuve.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

MAIS après avoir paſſé douze heures ſous le hangar, ils ne peſoient que 80 liv.

Douze heures encore après, 79 liv. 5 onc. 3 $\frac{2}{3}$ gros.

Quarante-huit heures après, 78 liv. 8 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 380 sur 651

Ainſi les voilà diminués de 3 liv. 14 onc.

Ils continuoient à perdre de leur poids.

On pourroit appréhender que cette façon d'étuver les bois n'altérât leur qualité, & que les vapeurs brûlantes de l'eau ne détruiſiſſent la ſubſtance gélatineuſe qui paroît leur être avantageuſe. Cet effet paroît prouvé par l'odeur forte & déſagréable qui s'échappoit de l'étuve, & que ces bois ont conſervée aſſez long-temps.

Il s'eſt formé quelques gerces peu conſidérables; mais auſſi ces bois n'étoient pas à beaucoup près parfaitement deſſéchés.

ARTICLE III. *Expérience faite ſur des Bois de Chêne abattus depuis deux ans.*

ON a levé à la ſcie quatre doſſes ſur les quatre faces d'une piece de bois pour n'avoir que du bois du cœur, & on a formé un madrier de 6 pieds de longueur, 6 pouces de largeur & 3 pouces d'épaiſſeur.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

LE 18 Juin 1734, il peſoit 54 liv. 4 onc. 4 gros.

Son bois n'étoit pas exempt de défauts : il avoit des veines blanchâtres.

On le mit paſſer cinq heures à la vapeur de l'eau bouillante : au ſortir, il peſoit 54 livres 12 onces 8 gros.

Ainſi ſon poids étoit augmenté de 8 onc. 4 gros.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON le tranſporta ſous un hangar, où il reſta douze heures; enſuite il peſoit 53 liv. 4 onc.

Et vingt-quatre heures encore après, 53 liv.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON le remit paſſer huit heures à la vapeur de l'eau : il peſoit 54 liv. 7 onc. 4 gros.

Il fut mis ſous le hangar, & douze heures après, il peſoit 52 liv. 8 onc.

On le mit au ſoleil, & douze heures après, il peſoit 52 liv.

On le remit ſous le hangar, & vingt-quatre heures après, il peſoit 51 liv. 6 onc.

Etant reſté dix-huit mois ſous le hangar, il ne peſoit plus que 39 liv.

On voit par cette Expérience que ce madrier, qui, pour être parfaitement ſec, devoit perdre de ſon premier poids 15 liv. 4 onc. 4 gros, n'avoit perdu par la chaleur qu'il avoit reçue de l'étuve, que 2 liv. 14 onc. 4 gros.

ARTICLE IV. *Expérience faite ſur des Bois de Chêne abattus de l'hiver précédent.*

UN madrier de Chêne, de mêmes dimenſions que celui dont on vient de parler, 6 pieds de longueur, 6 pouces de largeur, 3 pouces d'épaiſſeur, mais abattu de l'hiver précédent, peſoit le 18 Juin 1734, 39 livres 3 onces.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AYANT été expoſé pendant cinq heures à la vapeur de l'eau bouillante, il peſoit 39 liv. 14 onc.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

AYANT reſté douze heures ſous le hangar, il peſoit 39 liv. 2 onces.

Ayant encore reſté vingt-quatre heures ſous le hangar, il peſoit 39 liv.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON l'expoſa de nouveau huit heures à la vapeur de l'eau bouillante : alors il peſoit 40 liv. 3 onc.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

AYANT reſté douze heures ſous le hangar, il peſoit 39 liv.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ETANT enſuite reſté douze heures expoſé au ſoleil, il peſoit 38 livres 12 onces.

§ 6. SIXIEME OPÉRATION.

L'AYANT remis paſſer quarante-huit heures ſous le hangar, il peſoit 38 liv. 6 onc.

ARTICLE V. *Remarques ſur les Expériences précédentes.*

COMME depuis les Expériences que je viens de rapporter, on a conſtruit à Breſt, & ailleurs, de grandes Etuves à la vapeur de l'eau, on a eu occaſion de remarquer que ces étuves étoient bonnes pour attendrir les bordages qui n'avoient pas beaucoup d'épaiſſeur ; mais qu'elles ne ſuffiſoient pas pour les bordages & les préceintes des gros vaiſſeaux.

Un des principaux défauts de ces étuves eſt qu'il eſt impoſſible d'empêcher que les bois qui forment la caiſſe dans laquelle on met les bordages, ne ſe tourmentent & ne ſe déjoignent ; & quand la vapeur de l'eau ſe diſſipe par ces ouvertures, l'action des vapeurs eſt conſidérablement diminuée.

CHAPITRE VII.

Des Étuves à ployer les Bordages par le ſable chaud & humecté d'eau bouillante.

ON a encore employé une quatrieme méthode pour attendrir les bois, & mettre les bordages en état de prendre les contours des vaiſſeaux en les enfouiſſant dans du ſable qu'on échauffe par des fourneaux, & qu'on arroſe d'eau bouillante.

ARTICLE I. *Idée générale de l'Étuve au ſable.*

EN général ces étuves au ſable ſont formées par deux ou trois fourneaux *C D*, (*Planche XIV, Fig.* 1) dans leſquels on fait du feu : la flamme, la fumée & l'air chaud qui ſortent de ces fourneaux paſſent entre des plaques de fer fondu, *d d*, (*Planche XIII, Fig.* 1) & un maſſif de Maçonnerie *E E*. Il n'y a entre ce maſſif & les plaques que 4 à 5 pouces d'eſpace, de ſorte qu'il faut ſe repréſenter des tuyaux de cheminée rampants qui ſont horizontaux.

Ces tuyaux rampants ſont terminés chacun par un tuyau de cheminée vertical *F F*, qui eſt aſſez élevé, & qui détermine l'air chaud, la fumée & la flamme, à parcourir le tuyau rampant. Par cette méchanique, deux feux établis au milieu de l'étuve, en chauffent toute la longueur, & communiquent une grande chaleur à une couche de ſable *G*, (*Planche XIII, Fig.* 3) de 7 à 8 pouces d'épaiſſeur, qui eſt ſur les plaques ; c'eſt dans ce ſable qu'on enfouit les bordages qu'on veut attendrir.

Cela ne ſuffit pas : il faut de plus humecter ces bordages avec de l'eau bouillante dont on arroſe le ſable. Pour cela, il y avoit d'abord aux deux bouts de l'étuve deux chaudieres,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 384 sur 651

remplies d'eau, elles étoient échauffées par la chaleur des fourneaux qui paſſoit ſous les chaudieres avant que d'entrer dans les tuyaux verticaux des cheminées; mais on s'eſt apperçu que l'eau ne chauffoit pas aſſez promptement pour fournir la quantité d'eau bouillante qui étoit néceſſaire pour arroſer le ſable; & comme on a reconnu que l'eau froide rallentiſſoit beaucoup l'effet de l'étuve, on a pris le parti d'établir au milieu de l'étuve, derriere les fourneaux, un petit fourneau ſur lequel eſt monté une grande chaudiere *H*, (*Planche XIII*, *Fig.* 3) ſemblable à celles des Teinturiers, qui eſt chauffée par un feu particulier.

On enfouit donc les bordages dans le ſable; on allume le feu dans les fourneaux; quand le ſable a pris une certaine chaleur, on l'arroſe avec de l'eau bouillante; & par ce moyen les bordages, & même les préceintes, s'attendriſſent ſuffiſamment pour être courbés comme l'exigent les contours des vaiſſeaux. Voilà une idée générale de l'étuve au ſable; mais il convient d'entrer dans des détails, & de donner des idées plus préciſes; c'eſt ce que nous allons eſſayer de faire à l'aide de pluſieurs figures.

ARTICLE II. *Deſcription de cette Étuve.*

La *Figure* 1, *Planche XIV*, repréſente le profil de l'étuve vue de face, & telle qu'elle paroît dans le lieu où on l'a établie.

a c eſt ſa longueur; en *b* eſt un mur de refend qui ſépare l'étuve en deux ſuivant ſa longueur, ſavoir *b a*, *b c*.

C D ſont deux fourneaux, qui ferment par des portes de fer battu, & au-deſſous, aux deux côtés de *b*, ſont deux cendriers, un pour chaque fourneau: car les deux fourneaux ne communiquent point l'un à l'autre; ils ſont ſéparés par le mur de refend *b*. Le fourneau *D* chauffe la partie *b c*, & la fumée s'échappe par le tuyau *F*.

Le fourneau *C* chauffe la partie *b a*; & la fumée s'échappe par la cheminée *F*.

Le petit tuyau de cheminée qu'on voit au milieu en *f*, eſt pour

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 385 sur 651

pour décharger la fumée du petit feu qui eſt deſtiné à chauffer la chaudiere qui contient l'eau; on ne peut l'appercevoir dans cette Figure, parce que cette chaudiere & ſon fourneau ſont établis derriere l'étuve.

I, *K*, ſont des potences avec des palans ou poulies mouflées, qui ſervent à élever les bordages épais & les préceintes qui ſont trop lourdes pour être portées à l'étuve ſur l'épaule.

Au bout de cette étuve en *L* doit être un puits avec une pompe qui éleve l'eau dans un réſervoir *M* (*Pl. XIV*, *Fig.* 2 *&* *Pl. XIII*, *Fig.* 1), & l'eau de ce réſervoir eſt élevée par une petite pompe, pour la porter dans la chaudiere *H* (*Fig.* 3 *Planche XIII*, *& Planche XIV*, *Fig.* 2) à meſure qu'elle ſe vuide.

La *Figure* 2 (*Planche XIII*) eſt une coupe horizontale de l'étuve, priſe ſur la ligne *N N* (*Fig.* 1), ou plutôt immédiatement au-deſſous des plaques de fonte qui ſoutiennent le ſable.

a b & *c d* (*Fig.* 2) ſont deux murs paralleles qui font la longueur de l'étuve : ils ſont joints l'un à l'autre, au bout de l'étuve, par les murs *e f*.

F F eſt la coupe des deux cheminées : c'eſt en *C D* que ſont les deux fourneaux qu'on ne peut appercevoir dans cette figure.

I I, ſont les deux potences qui portent les palans pour élever les bordages peſants. *K K*, les treuils qu'on emploie pour multiplier la force.

H eſt l'endroit où l'on monte une chaudiere ſur un fourneau de brique, afin d'avoir à portée de l'étuve de l'eau bouillante pour arroſer de temps en temps le ſable dans lequel ſont les bordages.

i i (*Fig.* 2 *&* 6 *Planche XIII*), les barres de fer qui ſoutiennent les plaques de fer fondu ſur leſquelles on met le ſable.

O (*Fig.* 4) repréſente une des plaques de fer fondu qui ſont reçues par les bouts dans la maçonnerie *a b* & *c d* (*Fig.* 2) où l'on a formé une feuillure dans laquelle le bout des plaques entre.

C'eſt ſur ces plaques qu'on met le ſable, & les joints des plaques ſont recouverts par des lattes *P* de fer forgé (*Fig.* 5) comme on le voit (*Fig.* 2 *Planche XIV*). Ces lattes empêchent

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 386 sur 651

que le ſable ne tombe ſous les plaques. Ces plaques étant expoſées à un feu continuel, ſeroient bientôt rompues ou courbées, ſi elles n'étoient pas ſoutenues en deſſous par des barreaux de fer forgé *i i* (*Fig.* 2 *&* 6 *Planche XIII*) dont nous parlerons dans peu ; mais je ferai obſerver ici qu'il faut que les plaques, ainſi que les barreaux *i i*, ſoient reçues à l'aiſe dans les feuillures ; ſans cela, comme la chaleur augmente leur étendue, ou elles écarteroient les murs, ou elles ſe courberoient beaucoup. C'eſt ſur ces plaques de fer fondu, qu'on met le ſable dans lequel on enfouit les bordages.

La *Figure* 1 (*Planche XIII*) eſt une coupe longitudinale de l'étuve par la ligne ponctuée *A B* de la Figure 2.

d d, le mur de derriere de l'étuve.

C D, les deux fourneaux qui ſont ſéparés par le mur de refend *b* : on y voit leurs grilles & leurs cendriers.

F F, les deux tuyaux verticaux de cheminée pour la décharge de la fumée. *f*, le tuyau qui appartient au fourneau de la chaudiere.

I K, les potences pour aider à mettre les bois à l'étuve.

M, la coupe du réſervoir où l'on puiſe l'eau pour remplir la chaudiere.

Au deſſous de *d d*, les barreaux de fer *i i* qui ſoutiennent les plaques de fer fondu *O* : il y en a deux files qui s'étendent de toute la longueur de l'étuve. D'abord on les faiſoit en arcade ; mais pour les rendre moins cheres, plus aiſées à forger & plus ſolides, on les fait, comme on voit (*Fig.* 6), avec deux barreaux paralleles qu'on joint par des traverſes : c'eſt ici où il eſt très-important que les bouts ſoient à liberté dans la maçonnerie pour qu'ils puiſſent reculer. Pour avoir négligé cette attention, j'ai vu les murailles des bouts de l'étuve renverſées, & les barreaux qui étoient très-forts, courbés comme des couleuvres.

On conçoit maintenant comment l'air chaud paſſe des fourneaux *C D* ſous les plaques *O*, pour s'échapper par les tuyaux de cheminée *F F*.

La *Figure* 3 (*Planche XIII*) repréſente la coupe tranſver-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 387 sur 651

ſale de l'étuve par la ligne *A B* (*Fig.* 1).

a b & *c d*, la coupe des deux murs cotés des mêmes lettres (*Fig.* 2). Ils ſont la longueur de l'étuve.

h (*Fig.* 3), la coupe d'un des fourneaux.

i i, la coupe des plaques : on voit comme elles ſont engagées dans la maçonnerie & les files de barreaux qui les ſoutiennent.

G, le ſable dans lequel on enfouit les bordages. On met quelquefois deſſus un couvercle *k* pour retenir la chaleur : il eſt ſur-tout utile quand il pleut, pour empêcher que l'étuve ne ſoit refroidie.

H, coupe de la chaudiere montée ſur ſon fourneau avec le tuyau *f* pour la décharge de la fumée.

I, une potence vue de côté : on ſait que ſon uſage eſt d'élever les pieces peſantes pour les monter à l'étuve : cette potence roule ſur des tourillons. On voit un cordage qui eſt ſur la boîte d'une poulie mobile, & dont un bout ſe roule ſur le treuil *K*.

On attache la piece de bois aux garants de cette poulie mouflée.

Ceci bien entendu, on conçoit aiſément la façon de manœuvrer cette potence tournante pour tranſporter les préceintes & bordages lourds ſur l'étuve.

La *Figure* 2 (*Planche XIV*) repréſente la coupe horizontale de l'étuve, à peu près comme à la figure 2 (*Planche XIII*); mais à laquelle les plaques de fonte *O* ſont en place.

a b c d, les murs qui font les deux grands côtés de l'étuve.

e g, les murs des bouts qui ſe joignent à ceux de côté.

C D, endroit où ſont les bouches des fourneaux.

F F, la coupe des tuyaux de cheminée pour la décharge de la fumée.

H, le fourneau ſur lequel eſt montée la chaudiere.

I K, les pieces qui ſoutiennent la potence pour élever les pieces lourdes.

Souvent aux deux bouts *e g* on place deux rouleaux très-commodes pour porter les bordages ſur le ſable, quand ils

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 388 sur 651

ne ſont pas aſſez peſants pour avoir recours aux potences : on les voit ponctués à la *Figure* 2 (*Planche XIII*).

Sur la *Planche XIII*, la *Figure* 4 repréſente une des plaques de fer fondu.

La *Figure* 5, une bande de fer forgé qu'on met ſur le joint des plaques pour empêcher que le ſable ne s'écoule.

La *Figure* 6 repréſente les barreaux de fer qui ſont deſtinés à ſoutenir les plaques en deſſous.

La *Figure* 7 eſt une forte piece de fer forgé qu'on met à l'endroit où le tuyau horizontal ſe joint au fourneau ; parce que ſi cette partie étoit faite en brique, elle ſeroit bientôt endommagée par la violence du feu.

La *Figure* 8 eſt une forte piece de fer forgé qui ſupplée aux barres de fer longitudinales *i i* (*Fig.* 6) à la partie qui eſt au-deſſus des fourneaux.

La *Figure* 9 eſt un des barreaux de fer qui forment la grille au-deſſus du cendrier.

La *Figure* 10 repréſente deux roulettes jointes par un eſſieu : elles ſervent à approcher les préceintes du fourneau.

Figure 11, *A B C* ſont des fourgons, & pelles pour le ſervice des fourneaux.

Il faut de plus une pelle de fer large pour remuer le ſable chaud, & des ſeaux pour arroſer le ſable.

Quoiqu'on puiſſe faire des étuves plus grandes & d'autres plus petites, il eſt bon de mettre ici les principales dimenſions de celle que nous venons de repréſenter.

ARTICLE III. *Dimenſions principales de cette Étuve.*

LONGUEUR de dehors en dehors des murs, 41 pieds ; largeur en dedans des murs, 4 à 5 pieds ; épaiſſeur des murs des côtés, 2 pieds 6 pouces ; épaiſſeur des murs des bouts, 3 pieds. Les murs qui revêtiſſent les fourneaux, ainſi que celui de refend qui les ſépare, ont d'épaiſſeur, 1 pied 4 ou 6 pouces.

La grandeur des fourneaux dans œuvre eſt de 1 pied 10 pouces & la hauteur des fourneaux depuis la grille, 9 à 10

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 389 sur 651

pouces. Les murs ſont élevés au-deſſus des plaques, de 2 pieds 3 ou 4 pouces. Les tiges des cheminées s'élevent au-deſſus des murs, de 16 pieds. L'ouverture intérieure des tuyaux des cheminées pour le paſſage de la fumée, eſt de 6 pouces.

En faiſant le puits auprès de la chaudiere, on peut ſe paſſer du réſervoir *M*, qui a de longueur 16 pieds 6 pouces; de largeur, 7 pieds 6 pouc. & de hauteur, 7 pieds 6 pouc. La chaudiere pour chauffer l'eau a environ 2 pieds de diametre ſur une pareille profondeur.

Les barres de fer (*Fig.* 6) qui ſupportent les plaques de fonte, ont 1 $\frac{1}{4}$ pouce en quarré ſur 5 pieds 10 pouces de longueur. Les barres (*Fig.* 9) qui forment les grilles, ont 4 pieds 6 pouces de longueur ſur 2 pouces quarrés. Les barres qui ſoutiennent les plaques au-deſſus des feux, ont 7 pouc. de largeur, 3 pouces d'épaiſſeur, & 10 pieds 8 pouces de longueur.

Les plaques de fer qui forment le ſeuil des portes des fourneaux, ont 5 pieds 10 pouces de longueur, 16 pouces de largeur, 2 pouces d'épaiſſeur. Les plaques qui ſupportent le ſable, ont 4 pieds 6 pouc. de longueur, 2 pieds 3 pouc. de largeur, & 2 pouc. d'épaiſſeur.

Les barres qui ſupportent les plaques de fonte, ont 14 à 15 pieds de longueur, 2 pouces de largeur, 1 $\frac{1}{2}$ pouce d'épaiſſeur. Les lattes de fer pour couvrir les joints des plaques de fonte, ont 4 pieds 6 pouces de longueur, 2 $\frac{1}{4}$ pouces de largeur, 5 à 6 lignes d'épaiſſeur.

Avec les cotes que nous venons de rapporter, & en s'aidant de l'échelle qui accompagne les plans, je crois qu'on pourra facilement conſtruire ces étuves; mais il ne ſera pas hors de propos de faire ici quelques réflexions ſur leur conſtruction.

ARTICLE IV. *Réflexions ſur la conſtruction de cette Étuve.*

ON a fait quelques étuves où l'on avoit mis un fourneau à chaque bout de l'étuve, & les deux cheminées au milieu : mais

il eſt mieux de mettre les deux fourneaux au milieu, & les cheminées aux extrémités, comme nous l'avons repréſenté.

On a fait auſſi des étuves où, dans la longueur, il y avoit trois fourneaux & trois cheminées; mais on a reconnu que deux fourneaux ſuffiſoient, d'autant qu'on place à peu près ſur les fourneaux même la partie des bordages qui doit prendre le plus de courbure.

On a fait auſſi des étuves doubles; mais comme ce n'eſt autre choſe que deux étuves appliquées l'une contre l'autre ſuivant leur longueur, il ſeroit inutile d'en dire davantage.

On conçoit qu'il faut que l'étuve ſoit à portée des baſſins ou des chantiers de conſtruction.

Si le niveau des eaux permettoit d'enterrer tout-à-fait l'étuve, de ſorte que le ſable fût de niveau avec le terrein, le ſervice en ſeroit plus commode; mais ſi l'on ne peut pas enterrer l'étuve juſques au niveau des plaques, il faut eſſayer qu'elles ne ſoient au-deſſus que de deux pieds, comme on le voit dans les plans; & on formera, aux bouts de l'étuve, des plans inclinés par leſquels on montera les bordages ſur des rouleaux.

On pourroit établir les murs de l'étuve ſur des plate-formes de trois pouces d'épaiſſeur; mais on eſſayera de les élever ſur une fondation plus ſolide: car quoique les étuves ſoient des bâtiments de peu d'apparence, elles ne laiſſent pas d'être peſantes à cauſe du fer & du ſable qui y entrent en aſſez grande quantité; & elles ont à ſouffrir des chocs aſſez violents à l'occaſion des pieces qu'on jette deſſus.

Quand on manquera de pierres, on pourra les bâtir avec de la brique; & on recouvrira les bords avec des pieces de bois, ainſi que nous l'avons repréſenté ſur les plans. Mais quand on aura de bonnes pierres, on fera bien de s'en ſervir, ſe contentant de revêtir l'intérieur avec un parement de brique, & on carrelera l'intérieur des tuyaux rampants avec de la brique ſur le champ.

Si l'on recouvroit les murs avec des tablettes de pierre, l'ou-

vrage en ſeroit bien plus ſolide, & on ſe paſſeroit des pieces de bois qu'on met pour prévenir la dégradation de la brique. Le tout doit être bâti avec du mortier de chaux & de ſable, excepté les parements intérieurs, qui doivent être faits avec de la terre rouge, dont on ſe ſert pour faire les fours & toutes les eſpeces de fourneaux. On m'a dit qu'on faiſoit en Angleterre cette partie avec du mortier de chaux & de ſable, dans lequel on mêloit de la cendre de vieux bordages, qui ont été cloutés pour les défendre des vers à tuyau : je ne l'ai pas éprouvé.

On pratique ordinairement du côté des bouches des fourneaux un auvent deſtiné à mettre à couvert les ouvriers qui chauffent l'étuve, le bois qui ſert à la chauffer, & quelques outils, & à recevoir le ſable qu'on ôte de deſſus les plaques pour arranger les bordages. Cet auvent, à la vérité, n'eſt pas ſans inconvénients ; car quand l'étuve travaille, elle ſe trouve refroidie par l'eau de la pluie qui coule de l'auvent ſur le ſable, & quand elle ne travaille pas, cette eau rouille & pourrit les fers, & dégrade l'étuve. Mais on préviendroit cet inconvénient en faiſant le mur de derriere de l'étuve de trois pieds d'épaiſſeur couvert de carreaux de pierre : les ouvriers marcheroient aiſément ſur cette banquette, ſur laquelle on mettroit une partie du ſable qu'on retireroit de l'étuve.

A l'égard du mur de devant, j'ajouterois à celui qui eſt repréſenté ſur les plans cinq arcades, qui auroient trois pieds d'épaiſſeur par le haut : elles formeroient par deſſus une terraſſe plus large que celle de derriere, ſur leſquelles on pourroit mettre une partie du ſable qu'on tireroit de l'étuve, & ſous les arcades on mettroit le bois, les outils, &c. A ces deux terraſſes, on donneroit la pente en dehors pour que l'eau des pluies ne ſe rendît point ſur le ſable.

Pour que l'étuve ſoit plus ſeche, on forme le deſſous des plaques par de petites arcades, ſur leſquelles on fait un carrelage avec des briques de champ.

Il eſt clair que toute la chaleur des fourneaux doit paſſer du

foyer dans le deſſous des plaques, pour échauffer toute la longueur de l'étuve; ce qui doit produire une grande chaleur à l'endroit où les fourneaux communiquent ſous les plaques. Il eſt à propos de garnir cet endroit d'un bon lut, ſans quoi on ſeroit expoſé à de fréquentes réparations.

Il eſt encore avantageux de ne pas poſer tout à fait de niveau le carrelage de briques qui eſt ſous les plaques, mais de le tenir de trois pouces plus haut du côté des cheminées que de celui des fourneaux; parce qu'en poſant les plaques de niveau, le tuyau rampant ſe trouvera rétréci à meſure qu'il s'éloigne du fourneau, & l'étuve en ſera chauffée plus également.

Une choſe très-importante ſeroit de veiller à la conſervation des étuves quand elles ne ſervent pas. Pour cela, au lieu de les laiſſer expoſées à toutes les injures de l'air, qui rouille & détruit les fers, je voudrois ôter le ſable, & former ſur l'étuve un petit toit avec des planches de bois commun, à moins qu'on ne trouvât plus à propos d'élever deſſus un appentis à demeure, qui empêcheroit que les eaux pluviales ne dérangeaſſent le ſervice de l'étuve lorſqu'on voudroit l'employer.

Avant qu'on eût établi de grandes étuves dans les Ports, j'en avois fait faire une petite à Denainvilliers, pour exécuter les Expériences dont je vais rendre compte; je parlerai enſuite de la façon de ſe ſervir des grandes étuves & de leur avantage.

ARTICLE V. *Remarques ſur le ſervice de l'Étuve au ſable.*

1°, En remuant le ſable, on a ſoin de mettre celui de la ſuperficie deſſous, & celui du deſſous deſſus; on tranſporte le ſable qui eſt ſur les fourneaux vers l'extrémité de l'étuve, & on le remplace par celui des extrémités.

2°, Toutes les fois qu'on découvre les bordages, on les arroſe

arroſe d'eau bouillante, & on en verſe encore quand le ſable eſt remis ſur les bordages.

3°, Il faut mettre, autant qu'on le peut, ſur les fourneaux, la partie des bordages qui doit être la plus courbée, & y jetter plus d'eau bouillante qu'ailleurs.

4°, On peut mettre les uns ſur les autres deux rangs de bordages; mais on place au ſecond rang les bordages qui ont moins beſoin d'être chauffés; ils ſe préparent à l'être plus parfaitement; & en arrêtant la chaleur, ils font que ceux de deſſous en reçoivent davantage.

5°, Il n'eſt pas poſſible de déterminer préciſément le temps que les bordages doivent reſter à l'étuve, puiſque cela dépend de leur épaiſſeur, de leur longueur, du plus ou moins de courbure qu'on doit leur faire prendre, de la qualité du bois, de la vivacité du feu. Cependant lorſque les bordages ont 25 pieds de longueur, & qu'on ne doit pas leur faire prendre une courbure conſidérable, on peut compter qu'ils ſeront aſſez attendris en les laiſſant à l'étuve autant d'heures qu'ils ont de pouces d'épaiſſeur. Mais à meſure qu'on augmente leur courbure, il faut auſſi les tenir plus long-temps à l'étuve : ce qui va, pour des bordages de 6 pouces d'épaiſſeur, juſqu'à 7 à 8 heures, & beaucoup plus long-temps quand on les laiſſe à l'étuve toute la nuit : car on réſerve pour ce temps les bordages fort épais, & auxquels on veut faire prendre une grande courbure; la chaleur qu'ils éprouvent la nuit étant foible, ne fait que les préparer à en recevoir une plus vive le lendemain.

6°. Il y a des bordages qui exigent tant de courbure, qu'il n'eſt pas poſſible de les attendrir aſſez par l'étuve pour les mettre en place; tels ſont les premiers & les ſeconds bordages au-deſſous des préceintes de l'arriere, toutes les pointes de tour des premiers rangs des préceintes de la premiere, ſeconde & troiſieme batterie : on ne peut ſe diſpenſer de les gabarier; mais toutes les pieces de rempliſſage qui ſe mettent au deſſous, peuvent être miſes en place au moyen de l'étuve.

7°, On a ſoin de choiſir des bordages longs pour mettre aux places où ils doivent prendre beaucoup de courbure; &

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 394 sur 651

ſi pour la liaiſon des écarts, il faut employer de courts bordages, on a ſoin de les faire aboutir à l'endroit où eſt la plus grande courbure pour la partager ſur deux bordages.

8°, On peut, en variant l'obliquité des *virûres* de bordages, diminuer de leur courbure : c'eſt-là un point où l'attention du Conſtructeur ſe fait connoître.

9°, Par-tout où la courbure des bordages eſt un peu conſidérable, il faut les arrêter & les forcer de s'appliquer exactement ſur les membres au moyen de *bridolles* & de coins frappés à grands coups de maſſe; car plus on met de bridolles, plus les bordages ſont exactement appliqués ſur les membres, & moins on court riſque de les rompre. Il eſt bon auſſi de laiſſer les bridolles en place juſqu'à ce que les bordages ou les préceintes ſoient refroidies; ſans quoi ils pourroient ſe rompre une demi-heure après avoir été mis en place.

Planche XV, *a a*, *Fig.* 4, ſont les membres; *b b b* repréſente le vaigrage; *c c*, le bordage qu'on met en place; *d d*, les clous qui l'arrêtent ſur les membres, *e* un palan qui ſert à faire force pour plier le bordage. On voit (*Fig.* 5) un Charpentier qui frappe les clous *d d*.

10°, Nous venons de parler de bridolles : l'uſage le plus ordinaire eſt de les placer comme le repréſente la *Figure premiere*, *Planche XV*. La bridolle *C* eſt retenue en *E* par un cordage qui la joint au membre, & en *D* par un autre cordage qui prend dans un taquet de fer *A*. En *F* ſont les coins qui ſerrent le bordage *G* contre le membre *HH*. Le défaut de cette bridolle eſt que, pour retenir le taquet de fer *A*, il faut enfoncer dans le membre, & ſouvent dans le bordage, ſix grands clous qu'il faudra arracher, & qui endommagent toujours le bois. On peut éviter cet inconvénient au moyen d'une cheville à boucle *A* (*Fig.* 2). *C* eſt une clavette qu'on frappe ſur une virole *D* en dedans du vaiſſeau. *E*, eſt la bridolle qui paſſe dans la boucle, & qui eſt arrêtée en haut par le cordage *F*. Les coins *G* ſerrent le bordage *H* contre le membre *B B*.

Il faut remarquer qu'on paſſe la cheville *A* par un des trous deſtiné à recevoir un gournable, ou une cheville qui

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 395 sur 651

doit traverſer le bordage, le membre & le vaigrage, & qu'on ne remplit par un gournable que quand le vaiſſeau eſt preſque fini, parce que la cheville à boucle peut ſervir au lieu de taquet pour monter les membres, les bordages, &c. & par ſon moyen on évite la dépenſe des clous & le tort qu'ils font au bois.

11°, Comme il faut entretenir le feu dans l'étuve tant que la conſtruction dure, on ne doit point, pour ménager le bois, en faire uſage lorſqu'on fait de légers radoubs, ou pour la conſtruction des canots, chaloupes & autres petits bâtiments. Dans ce cas, on chauffe à feu nud ſur des chenêts, ou bien dans l'étuve à la vapeur de l'eau, à moins que l'étuve au ſable ne fût chauffée pour quelque conſtruction : car en ce cas on en profite ſans déranger le principal travail.

ARTICLE VI. *Expérience faite avec du bois de Chêne à demi-ſec qu'on avoit conſervé pendant trois ans ſous un hangar, & qu'on mit dans l'Étuve au ſable ſans l'humecter.*

JE m'étois d'abord propoſé de connoître ſi du bois médiocrement ſec ſe deſſécheroit parfaitement par la chaleur de l'étuve au ſable, & ſi la diminution de poids ne ſe répareroit pas par l'humidité de l'air.

Je fis cette Expérience dans une petite étuve que j'avois fait conſtruire à Denainvilliers, & qui, à la grandeur près, étoit telle que celle dont je viens de donner la deſcription : elle n'avoit qu'un feu & une cheminée.

Je choiſis, pour cette Expérience, des bois abattus depuis trois ans, & qui paroiſſoient aſſez ſecs pour être employés à toute ſorte d'ouvrages de Charpenterie ; je les fis débiter, peſer & numéroter avec les précautions que j'ai rapportées ci-deſſus aux premieres Expériences des articles qui regardent la façon d'étuver à feu nud & à la vapeur de l'eau. Chaque piece étoit donc refendue en deux ; une moitié fut dépoſée ſous le han-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 396 sur 651

gar & l'autre fut miſe dans le ſable chaud de l'étuve ; le ſable, comme nous l'avons dit, étoit ſec.

Avant d'être mis à l'étuve, le pied cube de ces bois peſoit 63 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{2}$ gros.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

ON chauffa cette petite étuve, d'abord par un feu de fagots, & enſuite on y mit des bûches de hêtre ; car je voulois un feu de flamme, afin que l'opération allât plus vîte. La chaleur étoit preſque égale dans toute la longueur de l'étuve ; il eſt vrai qu'il ſe perdoit beaucoup de chaleur par le tuyau ; mais ce défaut venoit de la petiteſſe de mon étuve. Celles des Ports étant plus de deux fois plus grandes, le courant d'air chaud ne peut être auſſi rapide, & la chaleur y eſt employée plus utilement ; je n'ai pas cru devoir omettre ces petites remarques : je reviens à mon Expérience.

Le feu fut continué pendant plus de trois heures & demie ; au bout de deux heures, je fis découvrir & retourner les madriers, mettant du côté des plaques la face qui étoit en deſſus, pour que les deux faces fuſſent chauffées également. Au bout de trois heures & demie, on ceſſa de mettre du bois dans l'étuve.

Mais le ſable étoit aſſez échauffé pour entretenir les pieces très-chaudes pendant deux heures & demie qu'elles en reſterent recouvertes.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON les tira alors de l'étuve, & le pied cube de ces bois peſoit 60 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros, le poids de chaque pied cube étant diminué de 2 liv. 8 onc. ce qui eſt aſſez conſidérable pour des bois abattus depuis trois ans. Il eſt vrai qu'ils étoient reſtés ſous le hangar en bois quarré, & que je ne les avois fait débiter par les ſcieurs de long, que quand je voulus les mettre à l'étuve : car on ſçait que quand on refend en planches une vieille poutre, ces planches ſe tourmentent & perdent de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 397 sur 651

leur poids. De plus les moitiés que j'ai conſervées ſous le hangar, ont perdu de leur poids, quoiqu'elles n'euſſent point été étuvées; mais elles ont beaucoup moins perdu que celles qui avoient été étuvées. Ces bois, au ſortir de l'étuve, étoient ſi chauds qu'on ne pouvoit les toucher ſans ſe brûler. C'eſt en cet état que je les fis peſer.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON les mit ſous le hangar; douze heures après, je les fis peſer pour voir s'ils auroient aſpiré l'humidité de l'air, comme cela arrive aux bois très-ſecs; mais au contraire ils étoient plus légers: le pied cube ne peſoit plus que 59 liv. 12 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros. Ainſi chaque pied cube avoit encore perdu 14 onces, 2 $\frac{1}{4}$ gros du poids qu'il avoit au ſortir de l'étuve.

Comme ces bois étoient pénétrés de chaleur juſqu'au centre, ils furent long-temps à ſe réfroidir, & la diſſipation de l'humidité continua tant qu'ils furent chauds; mais ayant remis ces bois ſous le hangar pour les peſer, vingt-quatre heures après, le pied cube peſoit 60 liv. 4 onc. c'eſt 7 onces 5 $\frac{2}{3}$ gros de l'humidité de l'air qu'ils avoient repris; il eſt vrai que le jour qui précédoit cette peſée, fut pluvieux.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

JE fis remettre ces mêmes bois à l'étuve; ils y paſſerent neuf heures, & de temps en temps on les retournoit comme on avoit fait la premiere fois.

Mon Expérience fut un peu dérangée: car il avoit plu, & le ſable étoit humide: auſſi au lieu de diminuer de poids, étant expoſés à une chaleur auſſi long-temps continuée, ils devinrent plus peſants, & au ſortir de l'étuve le pied cube de ces bois peſoit 61 liv. 9 onc. 2 $\frac{1}{3}$ gros.

Il eſt vrai que cette humidité étant réduite en vapeurs, devoit ſe diſſiper aiſément: auſſi ayant paſſé douze heures ſous le hangar, le pied cube ne peſoit plus que 60 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{2}$ gros.

Douze heures encore après, 60 liv. 8 onc. & vingt-quatre heures encore après, 60 liv. 2 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

De ſorte qu'ils étoient plus légers qu'ils ne l'avoient été avant que d'être étuvés pour la ſeconde fois ; & probablement on les auroit trouvé encore diminués de poids, ſi l'on avoit continué à les peſer : car il eſt probable que par des temps ſecs, on les auroit trouvé revenus à 59 liv. 12 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros ; peut-être même encore plus légers : car les vapeurs chaudes qui s'échappoient du ſable, & qui entroient dans le bois, pouvoient bien avoir diſſous une partie de la ſubſtance gélatineuſe, ce qui l'auroit diſpoſée à s'évaporer. Ces bois avoient un grand nombre de petites gerces & quelques fentes.

ARTICLE VII. *Expérience faite avec des Bois abattus de l'hiver précédent, & qui ont été étuvés dans le ſable ſec.*

VOYANT que la chaleur de l'étuve au ſable avoit enlevé au bois ſec le reſte de ſon humidité, il me parut intéreſſant de ſavoir ſi elle pourroit pareillement enlever toute celle des bois verds & nouvellement abattus.

Dans cette vue, je fis débiter des bois abattus de l'hiver précédent, les réduiſant aux mêmes dimenſions que ceux de la précédente Expérience.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AVANT que de mettre ces bois à l'étuve, le pied cube peſoit 82 liv.

Après avoir paſſé cinq heures dans le ſable chaud & ſec, le pied cube peſoit 78 liv. 1 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON les laiſſa au grand air pendant vingt-quatre heures : alors ils peſoient 76 livres 10 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 399 sur 651

ON voit par cette Expérience, que la chaleur de l'étuve n'avoit pas pu, à beaucoup près, faire perdre à ces bois toute leur humidité; car s'ils avoient été auſſi ſecs que ceux que nous avons employés pour la précédente Expérience, le pied cube n'auroit dû peſer, à peu près, que 60 liv. 10 onces 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Il ne faut pas oublier de faire remarquer qu'il ſortoit de l'étuve une odeur pénétrante, qui s'étendoit au loin.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

VINGT-QUATRE heures après, le temps ayant été pluvieux, je fis encore peſer ces bois, qui étoient reſtés ſous un hangar : le pied cube peſoit 76 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Ainſi ces bois s'étoient un peu chargés de l'humidité de l'air; & il eſt ſingulier qu'ayant à perdre encore beaucoup de leur ſeve, ils aſpiraſſent l'humidité de l'air. Il me paroît probable que cela dépend de ce que la ſuperficie de ces bois s'étoit beaucoup deſſéchée; & que cette ſuperficie ſe chargeoit de l'humidité de l'air. D'ailleurs il faut faire attention à l'élaſticité des fibres, qui n'ont pas été aſſez deſſéchées par la chaleur de l'étuve pour perdre tout leur reſſort : car ce reſſort, en ſe rétabliſſant, aura pu pomper de l'air humide.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

POUR voir à quel point on pourroit deſſécher les bois verds par la chaleur de l'étuve au ſable, je les y remis comme la premiere fois, & je les y laiſſai plus de neuf heures : la chaleur qu'ils avoient éprouvée, étoit ſi conſidérable, qu'ils commençoient à ſe charbonner du côté des plaques; mais le temps étoit pluvieux & le ſable humide : ces bois ainſi chauffés juſqu'à griller, peſoient, au ſortir de l'étuve, (je parle toujours du pied cube) 71 liv. 12 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Les voilà diminués de 4 liv. 13 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros, quoique ſûrement ils euſſent aſpiré de l'humidité dont le ſable étoit hu-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 400 sur 651

meeté : ou au moins l'humidité de ce ſable a fait obſtacle au deſſéchement de ces bois.

§ 5. CINQUIEME OPÉRATION.

ON ſait que cette humidité ſe diſſipe aiſément, & qu'elle entraîne même avec elle une portion de la ſeve ; c'eſt pourquoi ces bois ayant reſté douze heures ſous un hangar, ils ne peſoient plus que 71 liv.

Douze heures encore après, 70 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Quarante-huit heures encore après, 70 liv. 8 onc.

Ainſi, quoique ces bois euſſent été étuvés pendant quatorze heures à deux fois, & juſqu'à griller, ils n'avoient pas été autant deſſéchés que les bois qui étoient abattus depuis trois ans.

Sans doute qu'ils ont continué à ſe deſſécher ſous le hangar où on les a dépoſés ; mais comme ce n'étoit plus un effet de l'étuve, nous avons négligé de ſuivre plus loin cette Expérience.

ARTICLE VIII. *Expérience faite avec des Bois abattus depuis trois ans, & qui, après avoir été conſervés ce temps ſous un hangar aéré, ont été mis à l'Étuve au ſable, & arroſés d'eau bouillante.*

DANS les Expériences précédentes, où nous avons chauffé les bois dans du ſable ſec, il ne s'agiſſoit que de les deſſécher ; maintenant il eſt queſtion de les attendrir, pour les mettre en état d'être pliés ſans ſe rompre : c'eſt dans cette vue qu'on arroſoit le ſable avec de l'eau bouillante.

Je pris pour ces Expériences des bois pareils à ceux de l'Article VI ; je les étuvai de même, à cela près que je les fis arroſer pendant ce temps avec de l'eau bouillante.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AVANT l'Expérience, les bois que j'employai peſoient le pied cube, 60 liv. Je

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 401 sur 651

Je les mis, comme pour l'Expérience précédente, paſſer cinq heures dans le ſable chaud, les retournant de temps en temps, & ôtant quelquefois le ſable de deſſus pour les arroſer plus exactement d'eau bouillante : ſur le champ on les recouvroit de ſable.

Au ſortir de l'étuve, ils peſoient, (je parle toujours du pied cube) 60 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros.

Ainſi ils s'étoient chargés de 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gros de l'eau bouillante dont on les arroſoit.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

VINGT-QUATRE heures après avoir été tirés de l'étuve, ils ne peſoient plus que 59 liv. 1 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

Ainſi ces bois, quoique ſecs & abattus depuis trois ans, avoient perdu de leur ſeve, 14 onc. 5 $\frac{1}{2}$ gros.

Il s'échappoit de l'étuve une odeur forte, qui ne pouvoit venir que de l'évaporation d'une portion de la ſubſtance du bois, qui étoit diſſoute par l'eau dont on les arroſoit.

Vingt-quatre heures encore après, ils peſoient 59 liv. 5 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

Ainſi ils avoient aſpiré 4 onc. de l'humidité de l'air, parce que le temps étoit à la pluie.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

POUR ſuivre cette Expérience comme les précédentes, je les remis paſſer encore neuf heures à l'étuve continuant de les arroſer & de les retourner de temps en temps.

Au ſortir, ils peſoient 62 liv. 8 onc.

Ainſi étant reſtés plus long-temps à l'étuve, ils ſe ſont plus chargés de l'eau dont on arroſoit le ſable.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

AYANT été mis ſous le hangar, douze heures après, ils ne

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 402 sur 651

peſoient plus que 61 liv. & douze heures encore après, 60 liv.

Ils auroient certainement perdu encore beaucoup de leur poids; mais les voyant revenus à leur premier poids, j'ai ceſſé de les peſer.

ARTICLE IX. *Expériences faites ſur des Bois abattus de l'hiver précédent, mis à l'Étuve au ſable & arroſés d'eau bouillante.*

MON intention, en exécutant cette Expérience, étoit de voir ſi les bois verds qu'on étuve dans le ſable chaud arroſé d'eau bouillante, perdroient de leur ſeve, ou s'ils ſe chargeroient de l'eau dont on humectoit le ſable. Pour cela, ayant diſpoſé mes bois dans l'étuve, comme pour les précédentes Expériences, j'eus ſoin de les découvrir de ſable toutes les demi-heures, de les retourner & de les arroſer d'eau bouillante.

§ 1. *PREMIERE OPÉRATION.*

CES bois peſoient, avant que d'être mis à l'étuve, 84 liv. 6 onces.

Après y avoir reſté cinq heures, ils peſoient 83 liv. 5 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gr.

Ainſi au lieu de ſe charger de l'humidité du ſable, ils avoient perdu 1 liv. 6 $\frac{2}{3}$ gr. de leur ſeve. Je crois même qu'il s'étoit diſſipé une plus grande quantité de leur ſeve, en même temps qu'ils avoient pris de l'eau dont on les arroſoit : car il ſortoit de l'étuve une odeur pénétrante.

§ 2. *SECONDE OPÉRATION.*

VINGT-QUATRE heures après les avoir tirés de l'étuve, ils ne peſoient que 81 liv. 5 onc. 2 $\frac{2}{3}$ gros.

On les peſa encore vingt-quatre heures après; mais comme il pleuvoit beaucoup, ils n'avoient pas changé de poids.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON les remit à l'étuve, où ils reſterent plus de neuf heures : au ſortir, ils peſoient 82 liv.

Cette augmentation de poids n'eſt pas, à beaucoup près, auſſi conſidérable que celle que nous avons remarquée ſur les bois ſecs ; & comme c'eſt une humidité étrangere qui eſt preſque réduite en vapeurs, on devoit s'attendre qu'elle ſe diſſiperoit promptement.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

AYANT paſſé vingt-quatre heures ſous le hangar, le pied cube ne peſoit plus que 80 liv. 2 onces.

Et quarante-huit heures après, 76 liv. 10 onc. 5 $\frac{1}{3}$ gr.

Ces bois continuoient à diminuer très-ſenſiblement toutes les fois qu'on les peſoit.

ARTICLE X. *Expérience faite avec des Madriers de cœur de Chêne abattus l'hiver précédent, & étuvés au ſable ſans être arroſés.*

JE pris des pieces de bois abattus de l'hiver 1732. Je fis lever à la ſcie quatre doſſes ſur les quatre faces pour n'avoir que du bois de cœur ; ce qui me procura un madrier qui avoit 6 pieds de longueur, 6 pouces de largeur & 3 d'épaiſſeur.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

IL peſoit au commencement de l'Expérience, le 18 Juin 1734, 54 liv.

Il eſt bon de remarquer que ce madrier n'étoit pas de bonne qualité : il avoit à un bout quelques veines de bois blanc, & quelques-unes de bois rouge.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 404 sur 651

On le mit dans le ſable de l'étuve, où on le chauffa pendant cinq à ſix heures ſans l'humecter avec de l'eau chaude; l'ayant tiré du ſable, il peſoit 51 liv. 3 onc.

Son poids étoit donc diminué de 2 liv. 13 onc.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ON le laiſſa vingt-quatre heures au grand air : alors il peſoit 49 liv. 13 onc. 4 gr.

Vingt-quatre heures encore après, il peſoit 50 liv.

Ainſi ſon poids étoit un peu augmenté, parce que l'air étoit fort humide.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON le remit paſſer neuf à dix heures dans le ſable de l'étuve : ſa ſuperficie étoit un peu grillée, & il peſoit 46 liv. 4 onc.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

DEUX heures après avoir été tiré de l'étuve, il peſoit 45 liv. 12 onc.

Encore deux heures après, étant reſté expoſé au ſoleil, il peſoit 45 liv. 8 onc.

Enfin, encore quarante-huit heures après, il peſoit 45 liv. 6 onc.

Comme le ſable n'avoit pas été humecté, ce madrier avoit beaucoup perdu de ſa ſeve; cependant il n'étoit pas parfaitement ſec : car l'ayant peſé le 25 Octobre 1742, il ne peſoit que 36 liv. 8 onc.

ARTICLE XI. *Expérience faite sur un Madrier pareil au précédent, mais abattu l'hiver 1732, & mis à sec dans l'Étuve au sable.*

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

AU commencement de Juin 1734, ce madrier pesoit 39 liv. 14 onc.

Ayant resté cinq heures dans le sable chaud & sec, il pesoit 38 liv.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

ÉTANT resté vingt-quatre heures au grand air, il pesoit 37 liv. 5 onc.

Ce jour-là étoit pluvieux.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON le remit passer neuf à dix heures dans le sable chaud : le sable ayant été mouillé par la pluie, au sortir, il pesoit 38 liv. 11 onc.

Ainsi il s'étoit chargé de l'humidité du sable.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

ON le tira de l'étuve ; douze heures après, il pesoit 38 liv.

Douze heures après, 37 liv. 14 onc.

Vingt-quatre heures après, 37 liv. 10 onc.

Ce madrier n'étoit cependant pas, à beaucoup près, desséché : car le 25 Octobre 1742, il ne pesoit plus que 34 liv. 8 onc.

L'autre moitié de la même piece qui avoit été tirée du même arbre à côté du précédent, & qui pesoit au commencement de l'Expérience, 40 liv. 6 onc. ne pesoit, le 25 Octobre 1742, que 35 liv. 8 onc. ayant toujours resté sous le hangar sans avoir été étuvé.

La diminution qu'il a éprouvée eſt à peu près la même : car au commencement de l'Expérience, il peſoit 8 onc. de plus que celui qui a été étuvé ; & à la fin de l'Expérience, la ſupériorité de ſon poids étoit de 16 onc. la chaleur de l'étuve a apparemment diſſipé 8 onces de la ſubſtance du bois.

ARTICLE XII. *Expérience faite ſur un madrier de Chêne pareil à ceux dont on vient de parler ; mais abattu l'hiver précédent, & étuvé dans le ſable arroſé d'eau bouillante.*

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

CE madrier peſoit le 27 Juin 1734, 55 liv. 12 onc. 4 gros.

On le mit, comme les autres, paſſer cinq heures dans le ſable chaud, mais qu'on humectoit toutes les demi-heures avec de l'eau bouillante : au ſortir de l'étuve, il peſoit 55 liv.

Ainſi, quoique le ſable fût humecté, le madrier qui étoit verd, a perdu 12 onc. 4 gros de ſon poids.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

AYANT été vingt-quatre heures au grand air, il peſoit 53 liv. 8 onces.

Au bout encore de vingt-quatre heures de temps humide, ſon poids n'étoit pas changé.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

ON le remit paſſer neuf à dix heures dans le ſable chaud qu'on arroſoit avec de l'eau bouillante ; étant tiré du ſable, il peſoit 54 liv.

Ainſi il s'étoit chargé d'une demi-livre d'eau.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

DOUZE heures après avoir été tiré du ſable, il peſoit 53 liv. 2 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 407 sur 651

Ayant enſuite reſté douze heures au ſoleil, il peſoit 52 liv. 9 onc. 4 gros.

Quarante-huit heures encore après, 50 liv.

Cette Expérience ayant été faite avec un madrier rempli de ſeve, j'ai voulu voir ce qui arriveroit à un pareil madrier qui ſeroit de plus ancienne coupe.

Article XIII. *Expérience faite avec un Madrier de mêmes dimenſions que le précédent, mais qui, après avoir été abattu l'hiver 1732, a été mis dans le ſable chaud, & arroſé d'eau bouillante.*

Ce Madrier de bois à demi ſec, & de mêmes dimenſions que le précédent, peſoit au commencement de l'Expérience, le 18 Juin 1734, 37 liv. 8 onc.

§ 1. *Premiere Opération.*

Après avoir reſté cinq heures dans le ſable chaud & humecté d'eau bouillante, il peſoit 38 liv.

§ 2. *Seconde Opération.*

Étant tiré de l'étuve, & ayant reſté vingt-quatre heures au grand air, il peſoit 36 liv. 13 onc.

Vingt-quatre heures encore après, l'air étant fort humide, il peſoit 37 liv.

§ 3. *Troiſieme Opération.*

On le remit à l'étuve, où il a reſté neuf à dix heures, étant de temps en temps arroſé d'eau bouillante : au ſortir, il peſoit 39 liv. 6 onc.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

DOUZE heures après être ſorti de l'étuve, il peſoit 38 liv. 4 onc.

Douze heures encore après, étant reſté au ſoleil, 37 l. 8 onc.

Quarante-huit heures encore après, 37 liv. 6 onc.

Enfin le 27 Octobre 1742, il ne peſoit plus que 33 l. 8 onc.

ARTICLE XIV. *Expérience faite ſur quatre Madriers paſſés à l'Étuve au ſable arroſés d'eau bouillante.*

QUATRE Madriers, entiérement ſemblables aux précédents pour le temps de leur abattage, furent numérotés I, II, III & IV.

N°. I, peſoit le 13 Juin 1735, . .	117 liv.	4 onc.
N°. II, ...	111	12
N°. III, ...	112	
N°. IV, ...	117	4

Les Madriers N°. III & IV, qui n'étoient point deſtinés à être mis à l'étuve, furent mis ſous un hangar.

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

LES Madriers N°. I & II, furent enfouis dans le ſable de l'étuve ; & on eut ſoin d'entretenir le feu ſous les plaques, & d'arroſer toutes les demi-heures le ſable avec de l'eau bouillante.

On les tira de l'étuve au bout de huit heures.

N°. I, peſoit 118 liv. 4 onc. ainſi ſon poids étoit augmenté d'une livre.

N°. II, peſoit 113 liv. 12 onc. ainſi ſon poids étoit augmenté de deux livres.

§ 2.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 409 sur 651

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

LE 26 Octobre 1742, le poids de ces quatre Madriers ſe trouva comme il ſuit, ſavoir ;

N°. I, étuvé	85 liv.	8 onc.
N°. II, étuvé	82	8
N°. III, non étuvé	83	
N°. IV, non étuvé	86	

On voit qu'il s'en faut de beaucoup que les Madriers I & II, euſſent été complétement deſſéchés par la chaleur de l'étuve.

ARTICLE XV. *Expérience faite à Toulon, ſur cinq Bordages d'Italie, de 10 pieds de longueur, 11 pouces de largeur, & 3 ½ d'épaiſſeur.*

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

LE 18 Août, N°. I, fut mis ſous un hangar où il paſſoit beaucoup d'air : il peſoit 159 liv.

Le 9 Novembre, il peſoit 142 liv. il étoit diminué de 17 liv.

Une fente de plus de 3 pieds de long, & ouverte de 6 à 7 lignes, traverſoit toute l'épaiſſeur du bordage.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

N°. II, peſoit le 18 Août, 173 liv.

Il fut mis au ſoleil & au grand air.

Le 9 Novembre il peſoit 155 liv. Il étoit diminué de 18 liv.

§ 3. TROISIEME OPÉRATION.

N°. III, peſoit le 18 Août, 166 livres.

Ayant reſté ſix heures dans l'étuve au ſable, il peſoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 410 sur 651

163 livres. Il n'étoit diminué que de 3 livres.

Il s'étoit formé une fente de 8 pouces de longueur par un bout, & de 3 lig. d'ouverture.

On le mit ſous le hangar ; & le 9 Novembre il peſoit 145 liv. Son poids étoit diminué de 18 liv.

La fente qui s'étoit faite pendant qu'il étoit dans l'étuve avoit augmenté ſous le hangar ; elle avoit un pouce d'ouverture, & traverſoit le madrier de part en part.

§ 4. QUATRIEME OPÉRATION.

LE madrier N°. IV, peſoit 168 livres.

Il fut mis à l'étuve le 18 Août ; on l'en tira ſix heures après, il peſoit 166 liv. Il avoit perdu 2 liv. de ſon poids.

Il étoit fendu à un bout de part en part, d'un pied de long ; la fente avoit un demi-pouce d'ouverture. On expoſa ce madrier au ſoleil & au grand air juſqu'au 9 Novembre qu'il peſoit 149 liv. Son poids étoit diminué de 17 liv.

La fente avoit beaucoup augmenté à l'air.

ARTICLE XVI. *Expérience faite à Toulon ſur ſix pieces de Bois de 10 pieds de longueur, 12 pouces de largeur & 11 d'épaiſſeur.*

§ 1. PREMIERE OPÉRATION.

LA piece N°. I, peſoit le 9 Août 1730, 686 liv.

On la mit dans l'eau de la mer, & le 9 Novembre elle peſoit 709 liv. Son poids étoit augmenté de 23 liv.

La piece N°. II, peſoit 670 liv.

Etant miſe dans l'eau de la mer & retirée le 9 Novembre, elle peſoit 689 liv. Son poids étoit augmenté de 19 liv.

§ 2. SECONDE OPÉRATION.

LA piece N°. III, peſoit le 9 Août 711 liv.

On la mit ſous un hangar, & le 9 Novembre, elle peſoit 647 liv. Son poids étoit diminué de 64 liv.

Elle s'étoit fendue de part en part par un éclat conſidérable.

§ 3. *Troisieme Opération.*

La piece N°. IV, peſoit le 9 Août, 677 liv.

On l'expoſa au ſoleil & au grand air : le 9 Novembre elle peſoit 619 liv. Son poids étoit diminué de 58 liv.

Elle étoit fendue à un bout en pluſieurs rayons : il s'étoit formé un éclat à l'autre bout, & une fente à une des ſurfaces.

§ 4. *Quatrieme Opération.*

La piece N°. V, peſoit le 9 Août, 684 liv.

On la mit paſſer à l'étuve au ſable depuis ſix heures du matin juſqu'au lendemain à la même heure : mais on n'avoit fait du feu dans l'étuve que juſqu'à ſix heures du ſoir ; on la retournoit ſur les quatre faces, & on l'arroſoit de temps en temps d'eau chaude. Au ſortir de l'étuve, elle peſoit 659 liv. Ainſi ſon poids étoit diminué de 25 liv.

Les angles étoient un peu grillés ; il s'étoit formé une fente diagonale de 8 pouces d'une longueur, de demi-ligne d'ouverture, & qui traverſoit la piece. En tirant la piece de l'étuve, il ſortit de cette fente la valeur d'un petit gobelet d'eau rouſſe très-âcre au goût ; il s'étoit fait une petite fente à l'autre bout, d'où il n'étoit rien ſorti.

On la mit ſous un hangar très-aéré, où elle reſta juſqu'au 9 Novembre : alors elle peſoit 612 liv. Ainſi ſon poids étoit diminué de 47 liv. de ce qu'elle peſoit d'abord.

La fente qui avoit commencé à l'étuve, s'étoit beaucoup ouverte ; & il s'étoit formé de nouvelles fentes très-conſidérables.

§ 5. *Cinquieme Opération.*

La piece N°. VI, peſoit le 18 Août, 719 liv.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 412 sur 651

On la mit à l'étuve comme la précédente : au ſortir elle peſoit 706 liv. Ainſi elle avoit perdu 13 liv. de ſon poids.

Les angles étoient grillés : elle s'étoit fendue comme l'autre ; mais il n'en étoit ſorti que quelques gouttes de liqueur par un des bouts : cependant, par une fente, il en étoit ſorti plein une demi-coque d'œuf de liqueur.

On l'expoſa au ſoleil & au grand air : le 9 Novembre, elle peſoit 639 liv. Ainſi ſon poids étoit diminué de 67 liv. Un bout étoit fendu par rayons.

On peut remarquer que la piece N°. III, miſe ſous le hangar, a plus perdu de ſon poids que la piece N°. IV, qui avoit été miſe au grand air : mais la piece N°. V, qui étoit ſous le hangar, a moins perdu de ſon poids que la piece N°. VI, qui étoit reſtée à l'air : ce ſont des faits dont il ſeroit difficile de rendre raiſon. Nous rapportons les faits comme nous les trouvons ſur nos regiſtres.

CHAPITRE VIII.

Des avantages que peuvent procurer les grandes Étuves dont nous venons de parler, & Réponſes aux objections qu'on a formées ſur cet Établiſſement.

CINQ Articles vont en même-temps expoſer les avantages & répondre aux objections. Dans le premier, je prouverai que le chauffage de l'étuve ne coûte preſque rien ; ainſi je répondrai à l'objection qu'on a faite qu'elle occaſionneroit une grande conſommation de bois.

J'établirai dans le ſecond, que le ſervice de l'étuve n'emploie que très-peu de monde ; & n'exige point qu'on paſſe la nuit dans l'Arcenal ; & par-là je répondrai à ceux qui ont

exagéré les frais qu'exige le ſervice de l'étuve, & qui ont dit avec raiſon qu'il étoit contraire à la bonne police qu'on paſſât la nuit dans l'intérieur de l'Arcenal.

On verra dans le troiſieme, qu'en prenant les précautions convenables, on peut mettre les bordages en place ſans courir riſque de les rompre, l'étuve leur ayant donné la ſoupleſſe convenable.

Je ferai appercevoir en quatrieme lieu, que l'étuve procure une grande économie ſur le bois; &, en cinquieme lieu, qu'il en réſulte une meilleure liaiſon pour les vaiſſeaux; ce qui me donnera occaſion de rapporter une Expérience qui prouve qu'on n'a point à craindre que les écarts larguent & s'ouvrent comme beaucoup l'avoient penſé.

ARTICLE I. *Le chauffage de l'Étuve ne coûte preſque rien.*

IL ne s'agit pas de chauffer vivement les bois pour les attendrir convenablement : il faut employer une chaleur modérée, & la continuer long-temps pour qu'elle pénetre juſqu'au centre de la piece ſans en brûler la ſuperficie. Ainſi on n'emploie point de bois de chauffage, ni même de gros copeaux; on ramaſſe & on conſerve à couvert les vieilles étouppes que les calfats tirent des vaiſſeaux qu'on carene, ou de ceux qu'on radoube ou qu'on démolit; tous les bouts de cordages qu'on ne peut écharpir pour en faire de l'étouppe pour les calfats, les balayures de l'attelier où l'on écharpit les vieux cordages : on mêle avec cela de menus copeaux, même de la ſciure de bois. On conſerve le tout ſous un appentis auprès de l'étuve : ces ordures, qui reſteroient inutiles, ſuffiſent preſque pour échauffer entiérement l'étuve : ſeulement quand on eſt preſſé, & quand on n'a pas le loiſir de laiſſer long-temps le bois dans le ſable chaud, on met quelques fagots de gros copeaux. Qu'on exagere tant qu'on voudra la valeur de ces matieres combuſtibles, on ne pourra pas la porter fort haut.

ARTICLE II. *On n'a pas beſoin de paſſer la nuit dans l'Arcenal, & il faut peu de monde pour ſoigner l'Étuve.*

ON allume le matin un feu modéré dans les fourneaux de l'étuve & dans celui de la chaudiere ; on entretient ces feux dans cet état pendant toute la journée, pour bien échauffer le ſable, qu'on remue de temps en temps, & qu'on arroſe auſſi de temps en temps avec de l'eau bouillante : deux hommes ſuffiſent pour ce travail.

Le ſoir, quand le ſable eſt ainſi bien échauffé, on en ôte une partie de deſſus les plaques, n'en laiſſant que quatre à cinq pouces deſſous les bordages qu'on y arrange à côté les uns des autres : il en pourroit tenir ſix, ſept ou huit dans l'étuve dont j'ai donné les plans, quoiqu'elle ſoit ſimple.

Quand les bordages ſont bien aſſis ſur le ſable chaud, on les arroſe de quelques ſeaux d'eau bouillante, & on les recouvre de ſable à l'épaiſſeur de 14 à 15 pouces : on l'arroſe encore avec de l'eau bouillante.

Ce travail doit être exécuté avec quelque diligence : ainſi il faut du monde à proportion du nombre & de la groſſeur des pieces qu'on doit mettre à l'étuve. Mais ce travail doit ſe faire le ſoir avant la retraite ; & quand il eſt fait, on remplit les fourneaux avec les ordures dont j'ai parlé. Elles ont l'avantage de ne ſe conſumer que lentement, & de conſerver long-temps le feu ; ce qui eſt ſur-tout avantageux pour la nuit : car quand le ſoir on a bien rempli les fourneaux de ces balayures, on peut être aſſuré que l'étuve ne ſe morfondra pas, à moins qu'il ne ſurvînt des pluies conſidérables, & les bois ſe diſpoſeront dans le ſable chaud à être mis en place le lendemain de bonne heure.

Nous avons ſuppoſé que c'étoit le ſoir qu'on mettoit les bois à l'étuve ; & c'eſt effectivement le temps le plus convenable pour les bordages épais, ou pour ceux qu'il faut beaucoup ployer, parce que, pendant la nuit, les bois ſe péne-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 415 sur 651

trent de la chaleur & de l'humidité que leur communique le ſable, ſans qu'on ſoit obligé de veiller l'étuve. Les deux hommes qui en ſont particuliérement chargés, mettent une bonne quantité de pouſſiere dans les fourneaux : ils en ferment les portes ; ils jettent quelques ſeaux d'eau ſur le ſable ; ils rempliſſent la chaudiere, & ils abandonnent l'étuve juſqu'au lendemain.

A l'ouverture de l'Arcenal, quand les Ouvriers y rentrent pour reprendre leur travail, on rétablit le feu dans les fourneaux, & on le rend plus ou moins actif ſuivant que la beſogne preſſe, que les bordages ont plus d'épaiſſeur, & qu'on doit leur faire prendre une plus grande courbure. Alors, au lieu de pouſſiere, on met dans les fourneaux quelques fagots de gros copeaux, ou, ce qui n'arrive que très-rarement, quelques bûches de bois fendu.

On a remarqué que, quand l'ouvrage preſſe, on peut étuver les bois en les laiſſant dans le ſable précédemment échauffé autant d'heures qu'ils ont de pouces d'épaiſſeur : trois heures pour un bordage de trois pouces, quatre heures pour un bordage de quatre pouces.

Cependant comme le temps qu'il faut laiſſer les bois dans l'étuve dépend non ſeulement de l'épaiſſeur des bordages, & de la courbure qu'on doit leur faire prendre, mais encore de la qualité des bois, (car il y en a qui s'attendriſſent bien plus promptement que d'autres,) il faut que l'on s'accoutume à juger du temps qu'on doit les laiſſer à l'étuve, mais il ne faut point ici de préciſion ; les *à peu près* ſuffiſent, & ſe trouvent aiſément.

Article III. *En prenant les précautions convenables, on peut mettre les bordages en place ſans courir riſque de les rompre.*

Quand le Conſtructeur juge que les bordages ou les préceintes ſont aſſez attendris, il fait ôter le ſable, & découvrir promptement le bordage qu'il veut mettre en place ; il

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 416 sur 651

le fait porter au chantier de conſtruction ; & l'ayant élevé à la place qu'il doit occuper, il en arrête un des bouts avec un taquet ſur un des membres (*Planche XV*, *a Fig.* 5). Il frappe un appareil à l'autre bout *b*, il fait haler ſur cet appareil juſqu'à ce que le bordage touche le membre ſuivant, ſur lequel il l'arrête encore avec un taquet. Il continue à faire travailler ſur l'appareil pour faire porter le bordage ſur le troiſieme membre, où il l'arrête encore avec un taquet ; ce qu'il continue juſqu'à ce que le bordage ait pris la courbure des membres, & qu'il ſoit en place.

C'eſt en ſuivant ces pratiques, que j'ai vu mettre en place des préceintes qui avoient 6 pouces d'épaiſſeur, 10 pouces de largeur, & 25 ou 30 pieds de longueur, auxquelles on faiſoit prendre une courbure de plus de 5 pieds ſans qu'il s'en détachât un ſeul éclat.

Mais pour réuſſir, il ne faut point ſe preſſer lorſqu'on met les bordages en place ; il faut, au contraire, agir lentement, &, autant qu'on le peut, ſans ſecouſſes ; l'eſſentiel eſt de les bien arrêter ſur les membres, où on les fait toucher en les ſerrant fortement avec des bridolles (*Fig.* 1 *&* 2) & des coins, pour les empêcher de s'éclater : car une préceinte de 6 pouces d'épaiſſeur conſerve pendant une heure & demie, ou même deux heures, aſſez de ſoupleſſe pour ſe prêter aux contours qu'on veut lui faire prendre.

Je ne dois point négliger d'avertir qu'un coup de hache ou d'erminette, même un trait de rouanne, ſur la ſurface qui doit être convexe, ſuffit pour que le bordage s'éclate en cet endroit : ainſi il faut éviter de toucher à la ſurface qui doit faire l'extérieur de la courbe, mais donner toute la dégraiſſe ſur la face qui doit toucher aux membres, & former la partie concave de la courbe.

On ſent bien que les bois fort chargés de nœuds ſont peu propres à être courbés ; mais s'il ſe trouvoit quelques nœuds un peu conſidérables à la ſurface d'un bordage, on ne courra point riſque de le rompre, ſi l'on met ce nœud du côté des membres, ou à la partie concave de la courbe : moyennant ces

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 417 sur 651

ces attentions, on aura peu à craindre d'éclater les préceintes & les bordages, qui s'appliqueront auſſi exactement ſur les membres que s'ils étoient de cire.

Je crois avoir fait voir que l'étuve au ſable altere peu la qualité des bois; que l'uſage en eſt facile; qu'elle n'occaſionne qu'une très-petite conſommation de bois; qu'elle met à portée de faire une économie conſidérable ſur la main d'œuvre; & que ſon ſervice n'exige point que des ouvriers paſſent la nuit dans les Arcenaux. Nos Expériences ont fait connoître que les bois qu'on met à l'étuve ſe chargent de l'humidité du ſable qu'on a humecté; mais on a vu que cette humidité étrangere ſe diſſipe promptement; d'où l'on doit conclure qu'il faut ſe preſſer de mettre en place les bordages auſſi-tôt qu'ils ſont tirés de l'étuve, afin de ménager l'humidité qui concourt, avec la chaleur, à les rendre ſouples & capables de plier.

Il faut maintenant faire voir la grande économie que cette étuve produit ſur les bois les plus rares.

ARTICLE IV. *Au moyen de l'Étuve, on peut faire une grande économie ſur les Bois.*

QUAND on manque d'étuve, on gabarie non ſeulement les préceintes, mais même les bordages de l'avant & de l'arriere: par cette pratique, on perd une énorme quantité de bois des plus rares par leur groſſeur, leur figure & leur qualité. Ce travail exige une main d'œuvre des plus conſidérables, qui eſt employée à faire des copeaux; & que réſulte-t-il de tout cela? un bordage tranché & de mauvaiſe qualité. Je dis tranché, parce qu'il eſt impoſſible de trouver des plançons qui aient naturellement la courbure qu'exige le contour des membres; ce qui jette dans la néceſſité indiſpenſable de former ces bordages aux dépens de très-groſſes pieces. J'ajoute de mauvaiſe qualité, parce que les gros bois étant toujours altérés au cœur, les pieces qu'on tire de gros corps d'arbre ſont toujours mauvaiſes. Rendons ceci ſenſible par un exemple qui n'eſt point une hypothèſe.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 418 sur 651

J'ai vu mettre à un vaiſſeau de la Compagnie des Indes une préceinte de bois droit de 30 ou 35 pieds de longueur ſur 7 pouces d'épaiſſeur : il eſt certain que ſi l'on n'avoit point eu d'étuve, on auroit été obligé de la faire de deux pieces de 18 pieds 6 pouces de longueur chacune ſur 12 à 13 pouces d'équarriſſage, à cauſe de leur écart & de leur bouge. Ainſi cette préceinte auroit conſommé 37 pieds cubes de gros bois, au lieu que celle qu'on a miſe en place au moyen de l'étuve n'a conſommé qu'un peu plus de 18 pieds 8 pouces de bois, ce qui fait une différence de moitié. Il faut joindre à cette économie celle de la main d'œuvre, qui, pour la piece gabariée, ſeroit plus du double de ce qu'elle a été pour celle qu'on a étuvée. Enfin il eſt certain que la préceinte d'une ſeule piece fait une liaiſon tout autrement bonne que celle qui auroit été de deux pieces.

Voila les avantages des étuves bien établis ; il ne nous reſte plus qu'à détruire une forte objection, qui, ſi elle avoit eu lieu, auroit cauſé bien de l'inquiétude aux Navigateurs.

ARTICLE V. *Les Bordages étuvés qu'on a mis en place avec force ne tendent point à ſe redreſſer.*

VOYANT combien on faiſoit force ſur le garant de la caliorne qu'on avoit frappé au bout des préceintes & des bordages qu'on mettoit en place, & imaginant que la piece faiſoit un pareil effort pour ſe redreſſer, on appréhendoit que dans les mouvements que les vaiſſeaux font à la mer, un clou ne vînt à manquer, & que le bordage ſe redreſſant par ſa force de reſſort, il n'en réſultât une voie d'eau à laquelle il n'auroit pas été poſſible de remédier. J'avoue que cette difficulté me frappa ; & pour ſavoir ce qui en étoit, je propoſai au ſieur Cambry, Conſtructeur de la Compagnie des Indes, de mettre en place une préceinte à une partie de l'avant où elle devoit prendre une courbure conſidérable. La préceinte fut miſe en place & retenue par des taquets ; elle y reſta vingt-quatre heures ; enſuite on rompit les taquets, & on deſcendit la préceinte ; je

mesurai la fleche de sa courbure, & je la fis mettre sur le can : plusieurs jours après, elle avoit conservé toute sa courbure, & on la remit en sa place sur le vaisseau sans employer aucune manœuvre. Ainsi il est prouvé que les fibres ligneuses des pieces que l'on a courbées, après les avoir attendries par le feu, affectent aussi puissamment la nouvelle forme qu'elles ont prise que si elle leur étoit naturelle ; & comme elles ne font point effort pour se redresser, on ne doit avoir aucune inquiétude sur ce point.

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre troisieme.

LA maniere de chauffer les Bois sur des chenêts & à feu nud, est représentée sur la derniere Planche du Livre II.

PLANCHE XI.

ELLE est destinée à faire connoître la façon d'attendrir les bois par l'eau bouillante.

LA FIGURE 1. représente l'élévation de l'étuve vue par le côté où sont les bouches des fourneaux *F G H I.*

C D E F, des gradins pour monter sur l'étuve.

K, des chevres pour monter les préceintes sur l'étuve & les descendre dans l'eau.

Figure 2. Elle représente la même étuve à vue d'oiseau ; les objets sont représentés par les mêmes lettres qu'à la *Fig.* 1.

On voit de plus en *M M*, l'intérieur de la chaudiere qu'on remplit d'eau, dans laquelle on met les bordages qu'on veut attendrir.

La Figure 3 représente la même étuve coupée par la ligne *A B* de la *Fig.* 2 ; & les différents objets qu'on apperçoit sont indiqués par les mêmes lettres qu'aux *Figures* 1 *&* 2. *N*, repré-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 420 sur 651

ſente les couvercles qui couvrent la chaudiere *M* pour conſerver la chaleur.

PLANCHE XII.

ELLE ſert à faire connoître la diſpoſition de l'étuve à la vapeur de l'eau.

FIGURE 1. Elle repréſente l'élévation de cette étuve vue ſuivant ſa longueur.

G H, caiſſe qu'on fait aſſez longue pour qu'elle puiſſe contenir les bordages qu'on veut y attendrir.

H K K F, moiſes deſtinées à ſerrer les bordages qui forment cette caiſſe, & à porter les pieds *L L* qui ſoutiennent cette caiſſe à une hauteur proportionnée à l'élévation de la chaudiere.

M, le terre-plein; on a ponctué la bouche du fourneau qui eſt plus baſſe que le niveau du terrein.

D, le fourneau ſur lequel eſt monté la chaudiere *C*; *E*, eſt ſon couvercle; *N*, le tuyau qui porte les vapeurs dans la caiſſe.

O, la cheminée du fourneau.

La Figure 2 eſt la même étuve repréſentée à vue d'oiſeau; & toutes les parties en ſont repréſentées par les mêmes lettres qu'à la *Fig. 1.*

La Figure 3 eſt une coupe tranſverſale par la ligne *A B* de la *Figure 1.*

La Figure 4 eſt une coupe par la ligne *C D* de la *Figure 1*, pour faire voir le couliſſeau, ou la porte à couliſſe *I*, qui ſert à fermer & à ouvrir le bout de la caiſſe.

P eſt un petit treuil qui ſert à ouvrir ce couliſſeau.

PLANCHES XIII & XIV.

ELLES repréſentent l'étuve au ſable.

FIGURE 1 (*Planche XIV*) repréſente l'élévation de cette

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 421 sur 651

étuve ; au-deſſus de *C D* ſont les bouches des fourneaux.

b, cloiſon qui ſépare les deux fourneaux.

c d, le mur de devant de cette étuve.

I I, les potences qui ſervent à élever les préceintes qu'on veut mettre à l'étuve. *K*, les treuils qui ſont deſtinés au ſervice de ces potences.

F F, tuyaux des cheminées de ces fourneaux.

f, tuyau de la cheminée du petit fourneau de la chaudiere.

M, réſervoir d'eau pour remplir la chaudiere.

L, petite trappe qui eſt au-deſſus de ce réſervoir.

La Figure 2 (*Planche XIV*) eſt la même étuve repréſentée à vue d'oiſeau.

a b, le mur de derriere de l'étuve ; *c d*, le mur de devant.

e g, les murs des bouts.

F F, les cheminées de l'étuve. *f*, la cheminée du petit fourneau de la chaudiere. *C D*, les endroits où ſont les bouches des fourneaux, & les degrés pour y deſcendre.

H, le fourneau ſur lequel eſt montée la chaudiere.

I K, les potences ou petites grues avec leur treuil.

M, le réſervoir d'eau avec ſa petite trappe *L*.

O, les plaques de fer ſur leſquelles on met le ſable.

P P, bandes de fer plat qui recouvrent les joints des plaques pour empêcher le ſable de paſſer entre ces plaques.

Figure 1 de la *Planche XIII* ; coupe longitudinale de l'étuve par la ligne *A B* de la *Figure* 2.

d d, le mur de derriere de l'étuve.

a c, le terre-plein.

E E, carrelage de brique parallele aux plaques *O O*.

p p, les bandes de fer plat qui recouvrent les joints des plaques.

C D, l'intérieur des fourneaux ; *b*, la cloiſon qui les ſépare.

N N, les murs des bouts de l'étuve.

F F, les tiges des cheminées de l'étuve.

f, la tige du petit fourneau de la chaudiere.

M, le réſervoir où l'on met l'eau pour remplir la chaudiere.

La Figure 2 eſt la même étuve repréſentée à vue d'oiſeau; ou une coupe horizontale immédiatement au-deſſous des plaques *O O*, *Figure* 1.

a b, le mur de derriere.

c d, le mur de devant.

e f, les murs des bouts avec des rouleaux pour aider à mettre les bois à l'étuve.

C D, l'intérieur des fourneaux où l'on voit les grilles ſur leſquelles on met le bois; *b*, cloiſon qui ſépare ces deux fourneaux.

i i, bandes de fer repréſentées *Figure* 6, & qui ſervent à ſupporter les plaques de fonte.

H, le fourneau ſur lequel eſt montée la chaudiere.

F F, la coupe des tuyaux des cheminées des fourneaux.

I K, la coupe des poteaux qui forment la potence ou petite grue, & qui ſervent à ſupporter ſon treuil.

Figure 3, la coupe tranſverſale de cette étuve par la ligne *A B* de la *Figure* 1.

a b c d, la coupe des murs de devant & de derriere de l'étuve.

G, le ſable qui eſt ſur les plaques de fer fondu.

K, petit auvent qu'on pourroit mettre ſur cette étuve pour l'empêcher d'être refroidie par l'eau de la pluie.

H, la chaudiere; *f*, la tige de la cheminée de ſon fourneau.

I K, la petite grue avec ſon treuil.

Figure 4, une des plaques de fer fondu; elle eſt repréſentée trop épaiſſe.

Figure 5, bandes de fer plat qui ſe mettent ſur les joints des plaques.

Figure 6, barres qui ſervent à ſupporter les plaques; on les voit en *i*, *Figure* 2.

Figure 7, fortes plaques de fer qu'on met de champ ſur les

côtés des fourneaux pour recevoir la grande action du feu.

Figure 8, grandes & fortes barres de fer forgé qui s'assemblent avec les barres *i*, pour supporter les plaques, & qu'on met immédiatement au-dessus du feu.

Figure 9, barres de fer forgé, qui font la grille des fourneaux *C D*, *Figure 2*.

Figure 10, petites roulettes qui servent à approcher les bois de l'étuve.

Figure 11, *A B C*, rouable, fourgons & pelles qui servent pour gouverner le feu des fourneaux.

PLANCHE XV.

ELLE est destinée à faire comprendre comment on met en place les bois qui ont été chauffés aux étuves dont on vient de parler.

FIGURE 1. *H*, un membre de vaisseau; *I I*, les bordages qui le recouvrent; *G F*, les bordages qu'on met en place.

D E, ce qu'on nomme une bridolle; elle est attachée au bout *E* par un cordage au membre *H*, & par le bout *D*, à une crampe *A*, qui est clouée sur le membre.

C, sont des coins qu'on frappe entre la bridolle & le bordage pour le faire toucher exactement le membre *H*; la crampe *A* est dessinée à part avec les 6 clous qui servent à l'attacher.

La Figure 2 représente une bridolle disposée différemment. Au lieu de la crampe *A* & du cordage *D Figure* 1. on se sert pour assujettir le bas de la bridolle d'une cheville à boucle, *A I*, *Fig.* 2; la cheville passe dans les trous que l'on fait pour assujettir les bordages & les vaigres sur les membres au moyen des gournables; au moyen de la clavette *C* & de la virolle *D*, la cheville est bien assujettie.

La Figure 3 représente une cheville à boucle; *I*, représente la boucle avec l'organeau; *C*, la clavette.

A la *Figure 4*, on voit un bordage *c f*, qui est attaché aux

membres par le bout *f*; il eſt ſaiſi par le bout *c* par un palan *e*, au moyen duquel on l'approche peu à peu des membres, & à meſure que le bordage touche les membres, on les y attache avec des chevilles.

A la *Figure 5*, on voit cet appareil en place, & un Perceur qui frappe un clou pour aſſujettir un bordage.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 425 sur 651

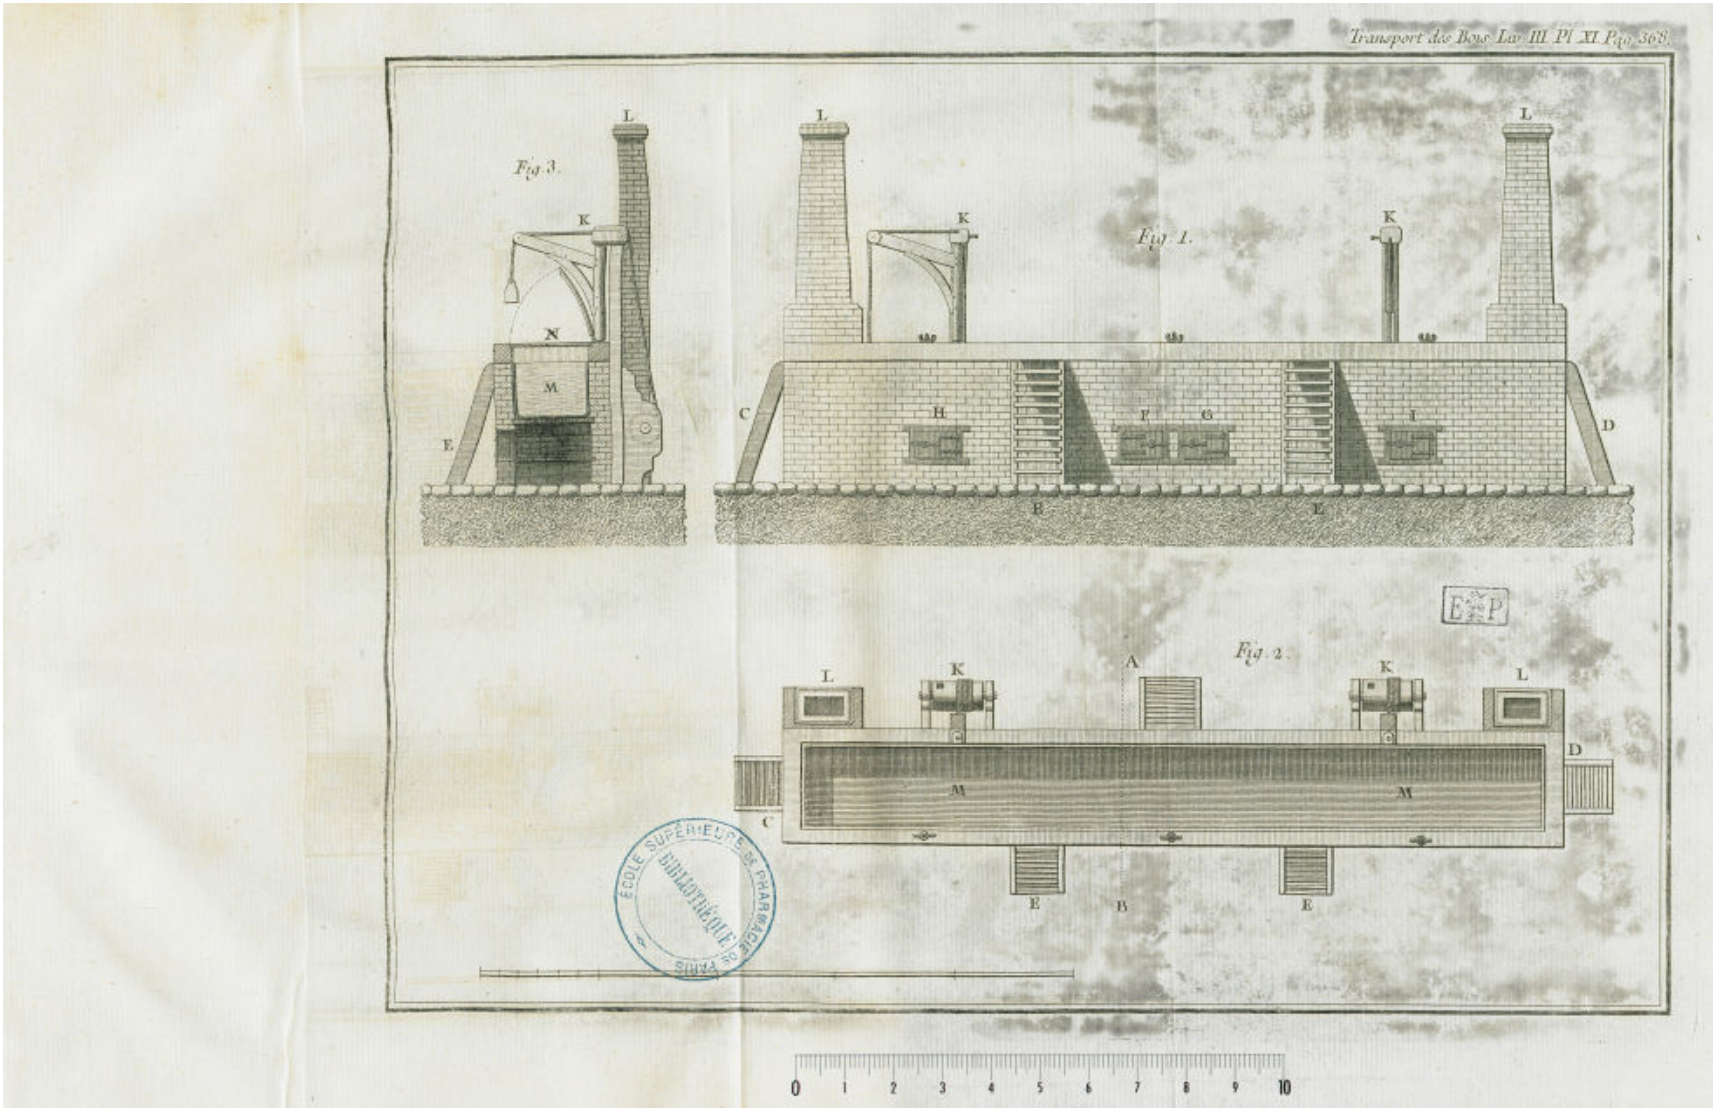
Transport des Bois Liv. III. Pl. XI. Pag. 368.
Fig. 3.
Fig. 1.
Fig. 2.
L
K
N
M
O
C
H
F
G
I
D
B
E
A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

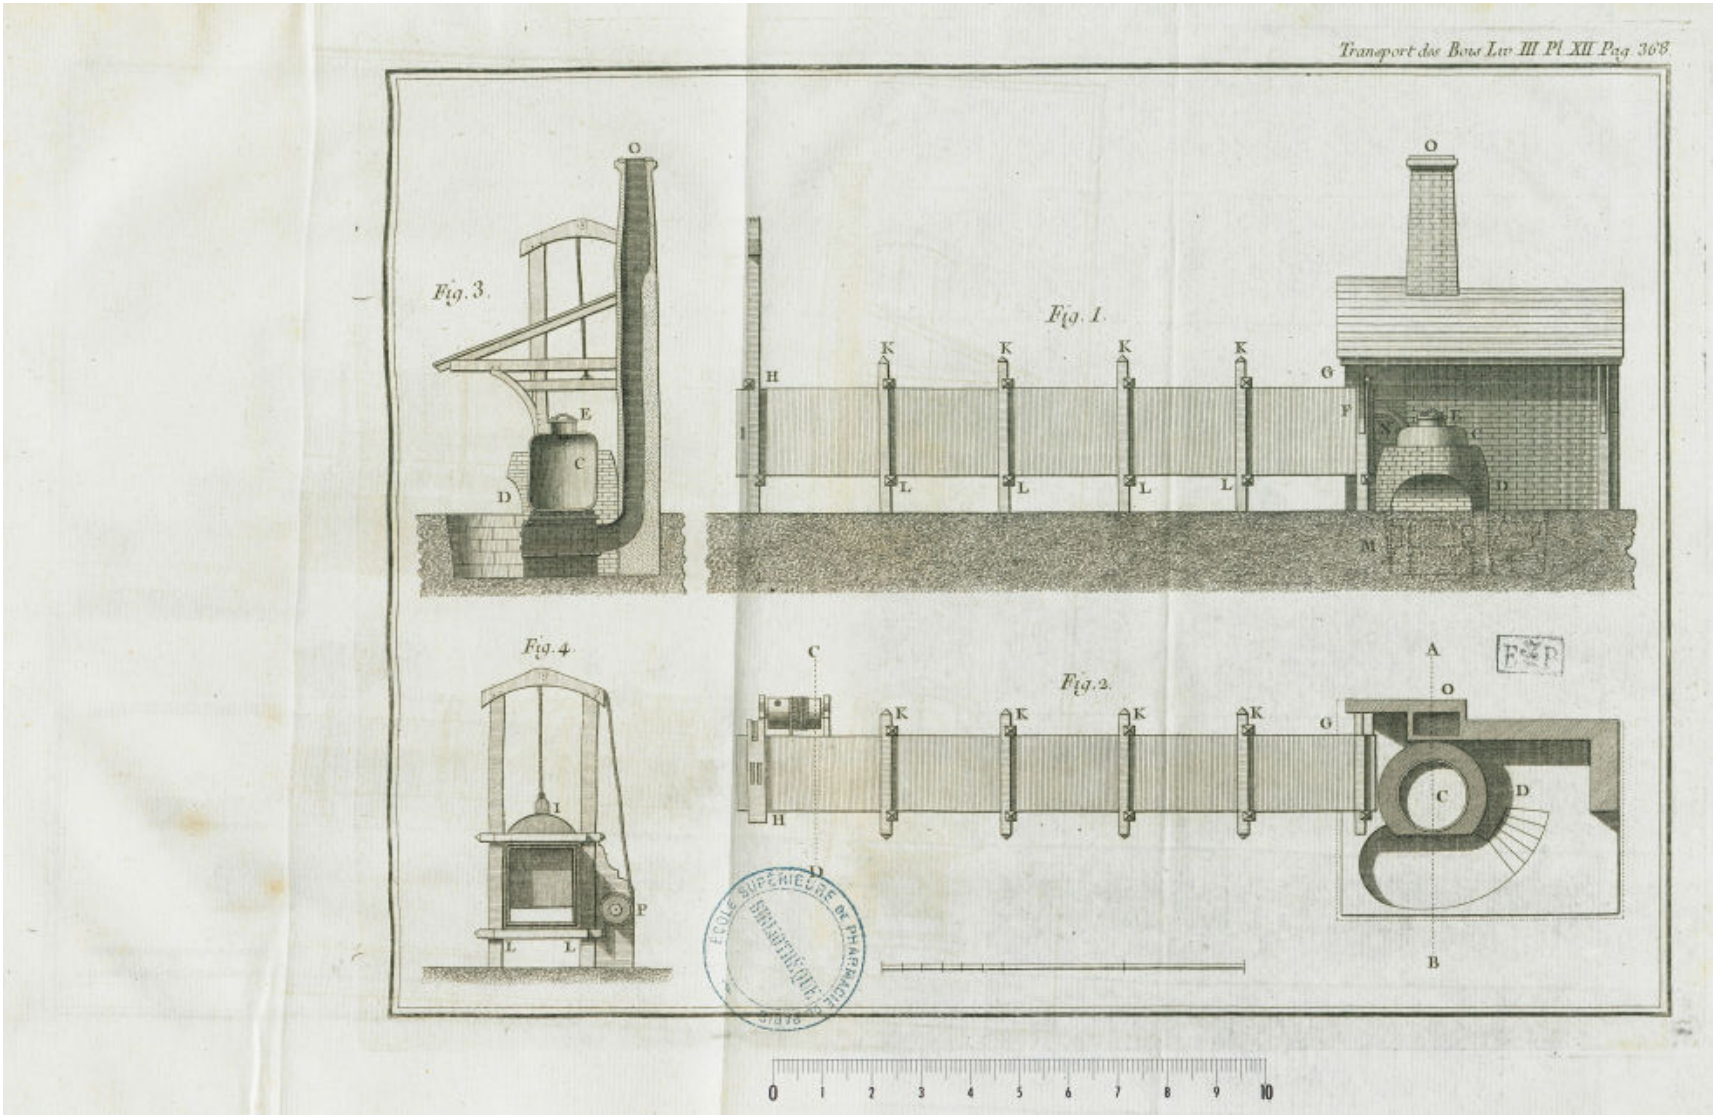
Transport des Bois Liv III Pl XII Pag 368
Fig. 3.
Fig. 1.
Fig. 4.
Fig. 2.
O
E
C
D
H
K
L
G
F
M
I
P
A
B
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

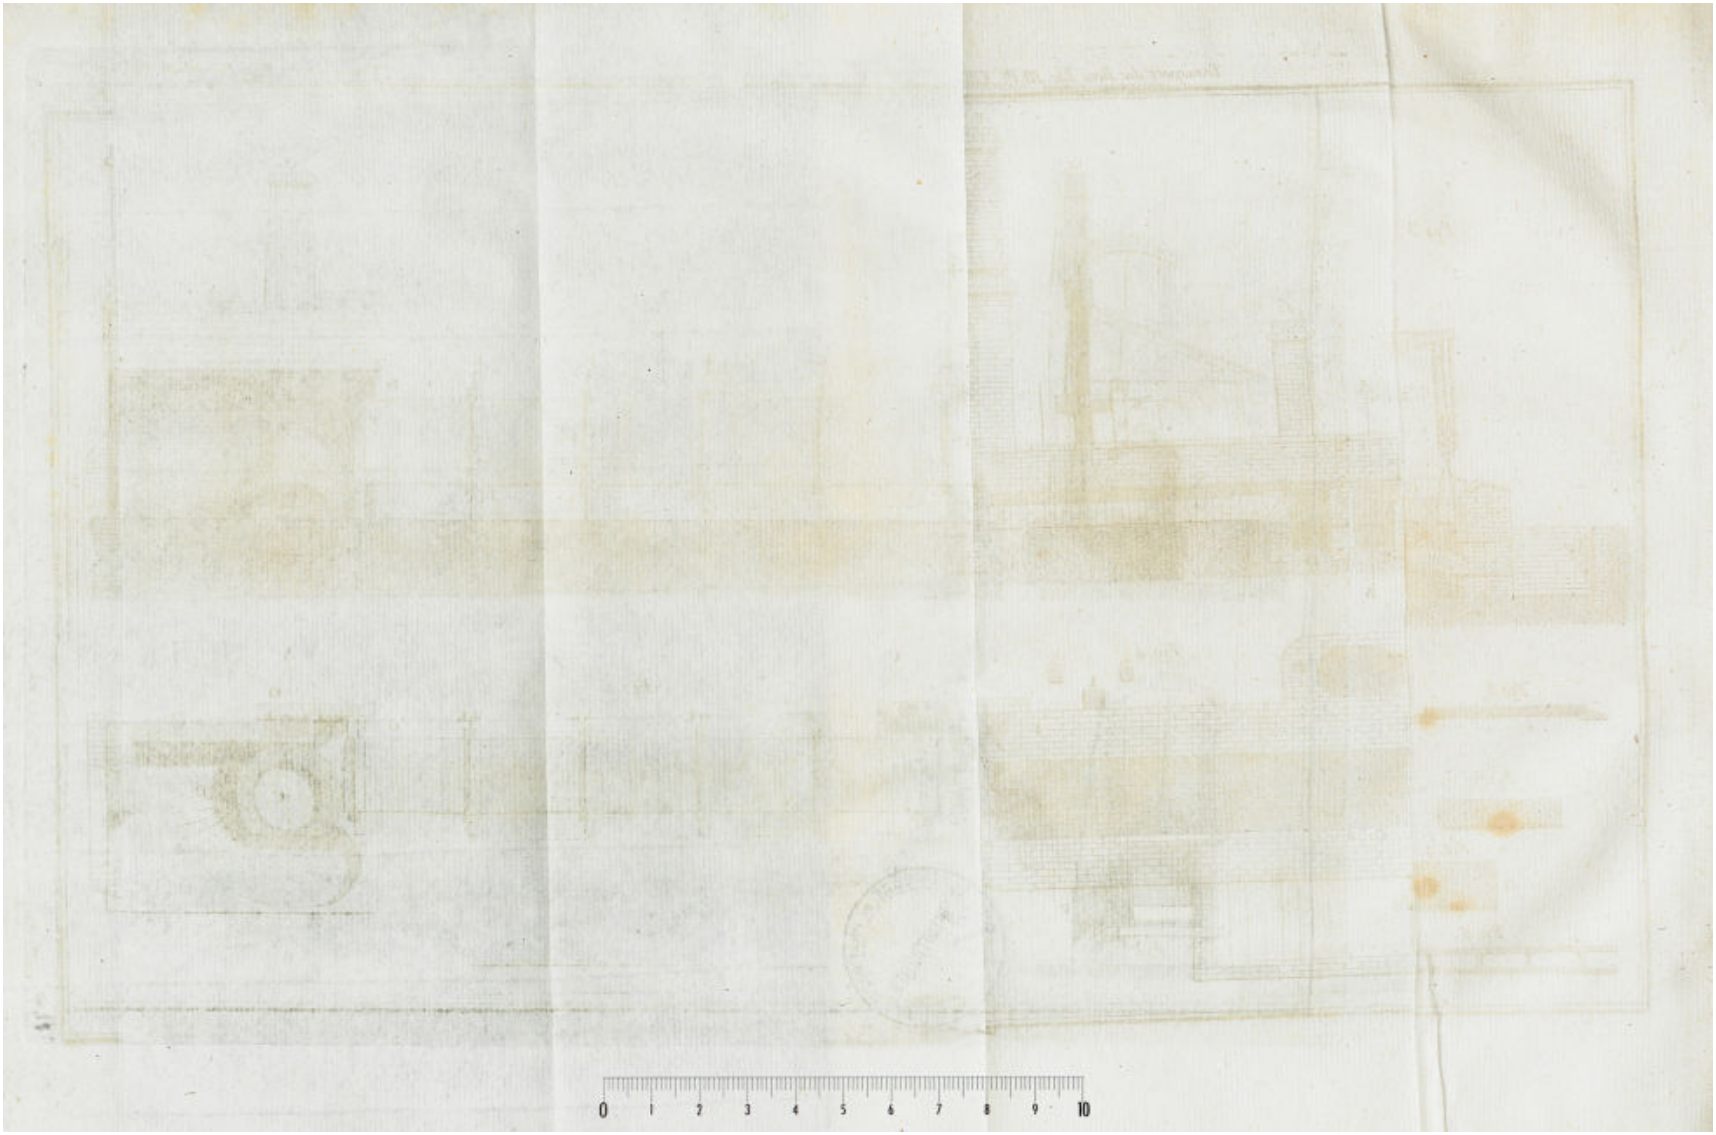
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

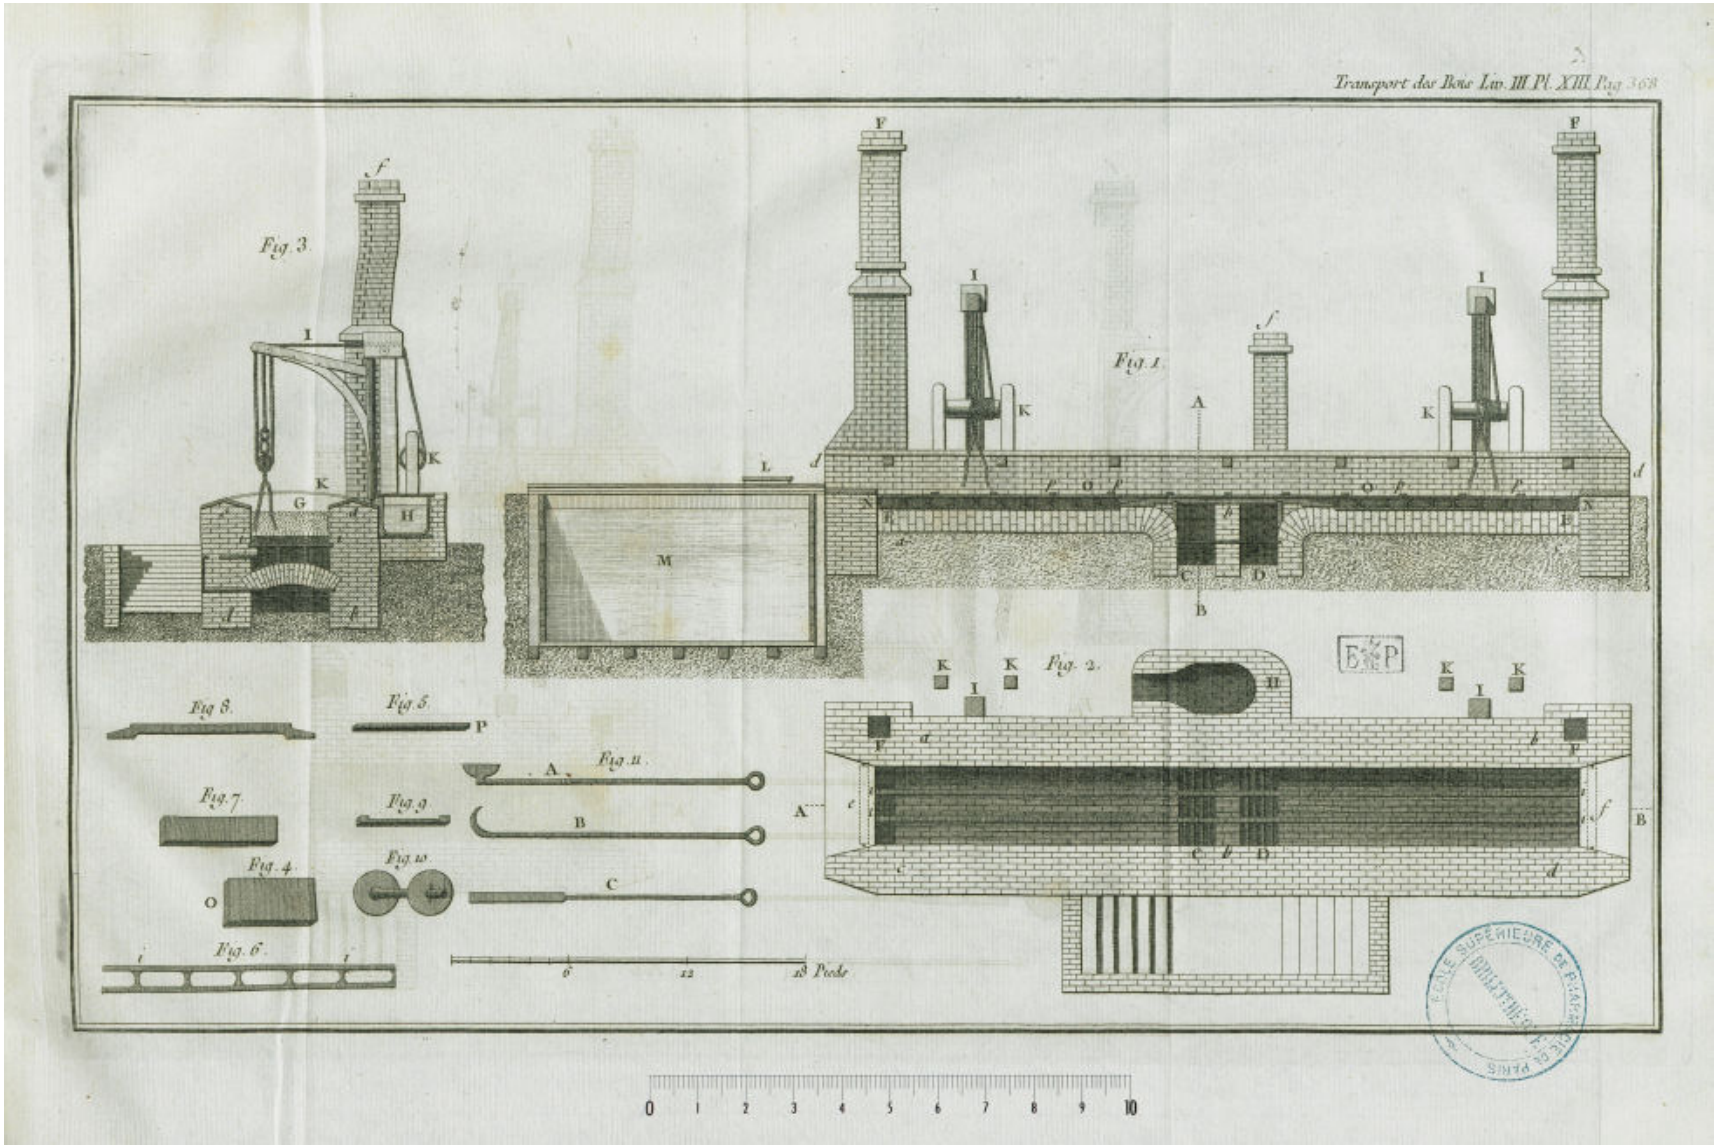
Transport des Bois Liv. III Pl. XIII. Pag. 368
Fig. 3.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Pieds

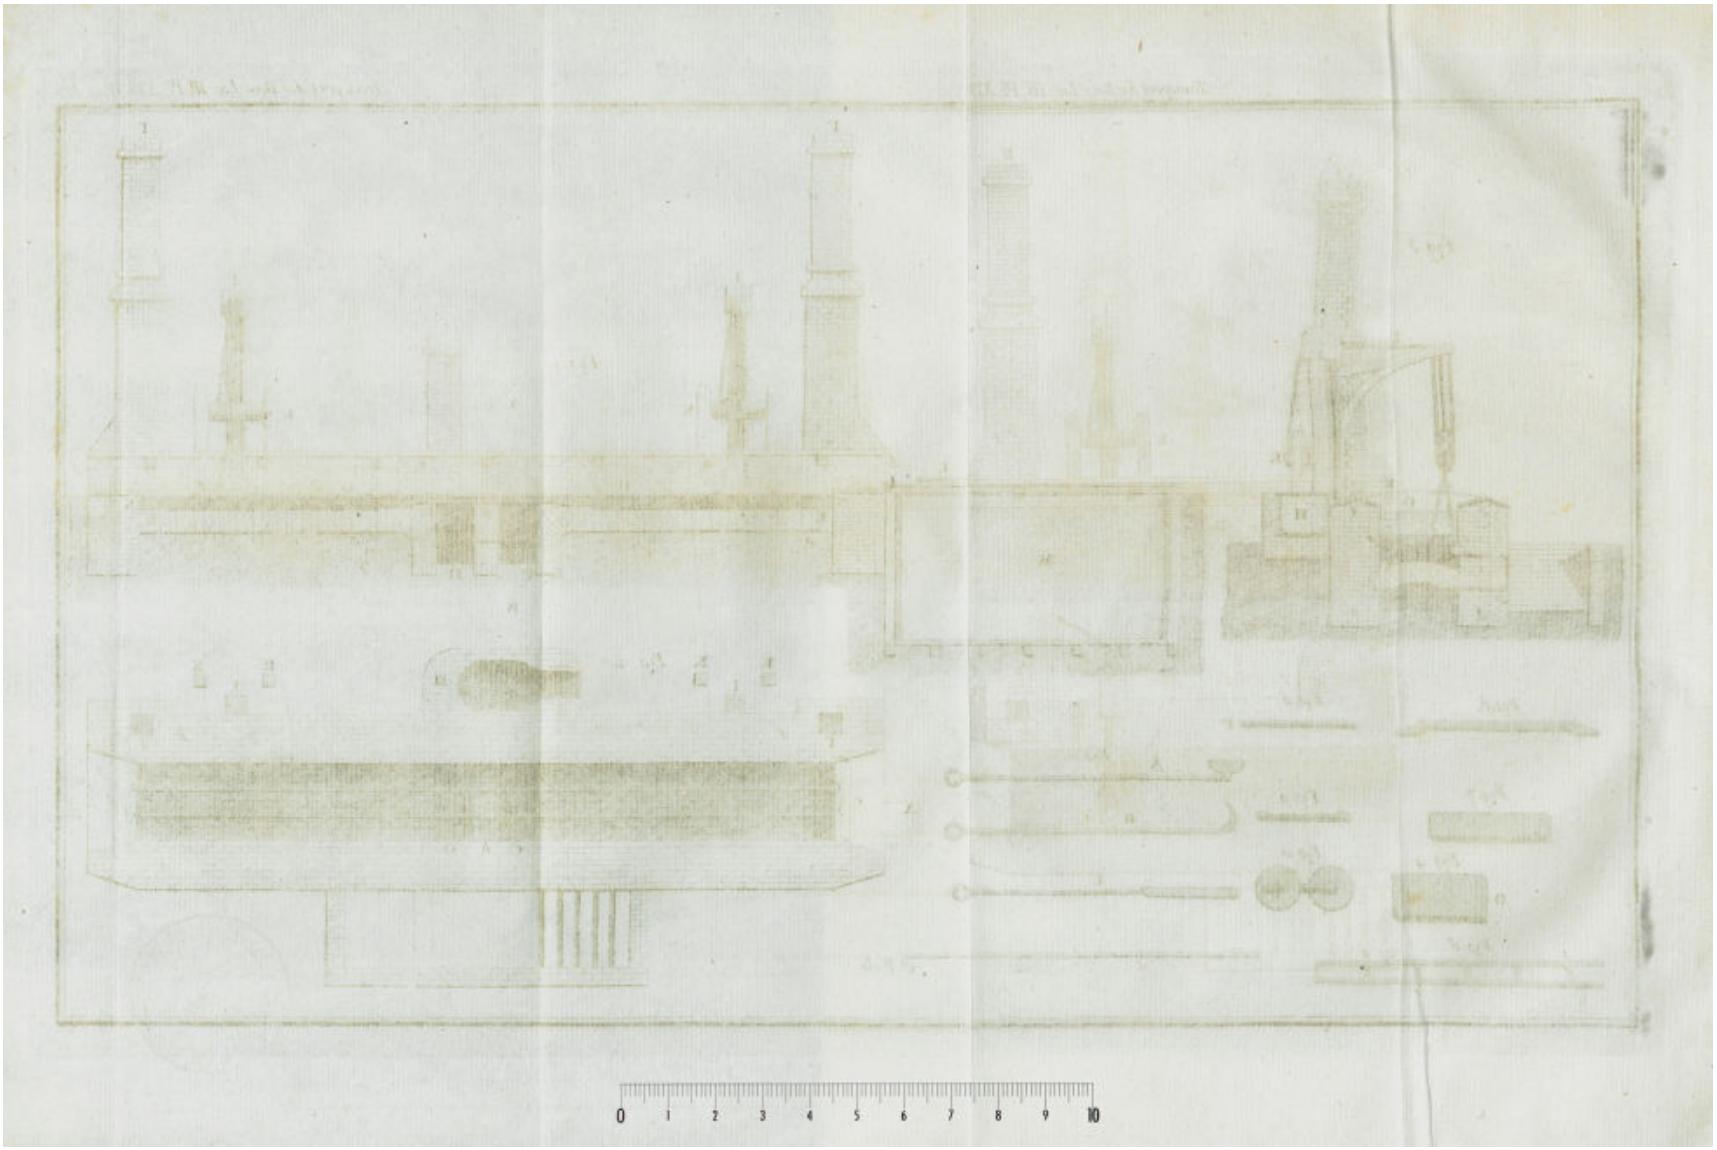
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

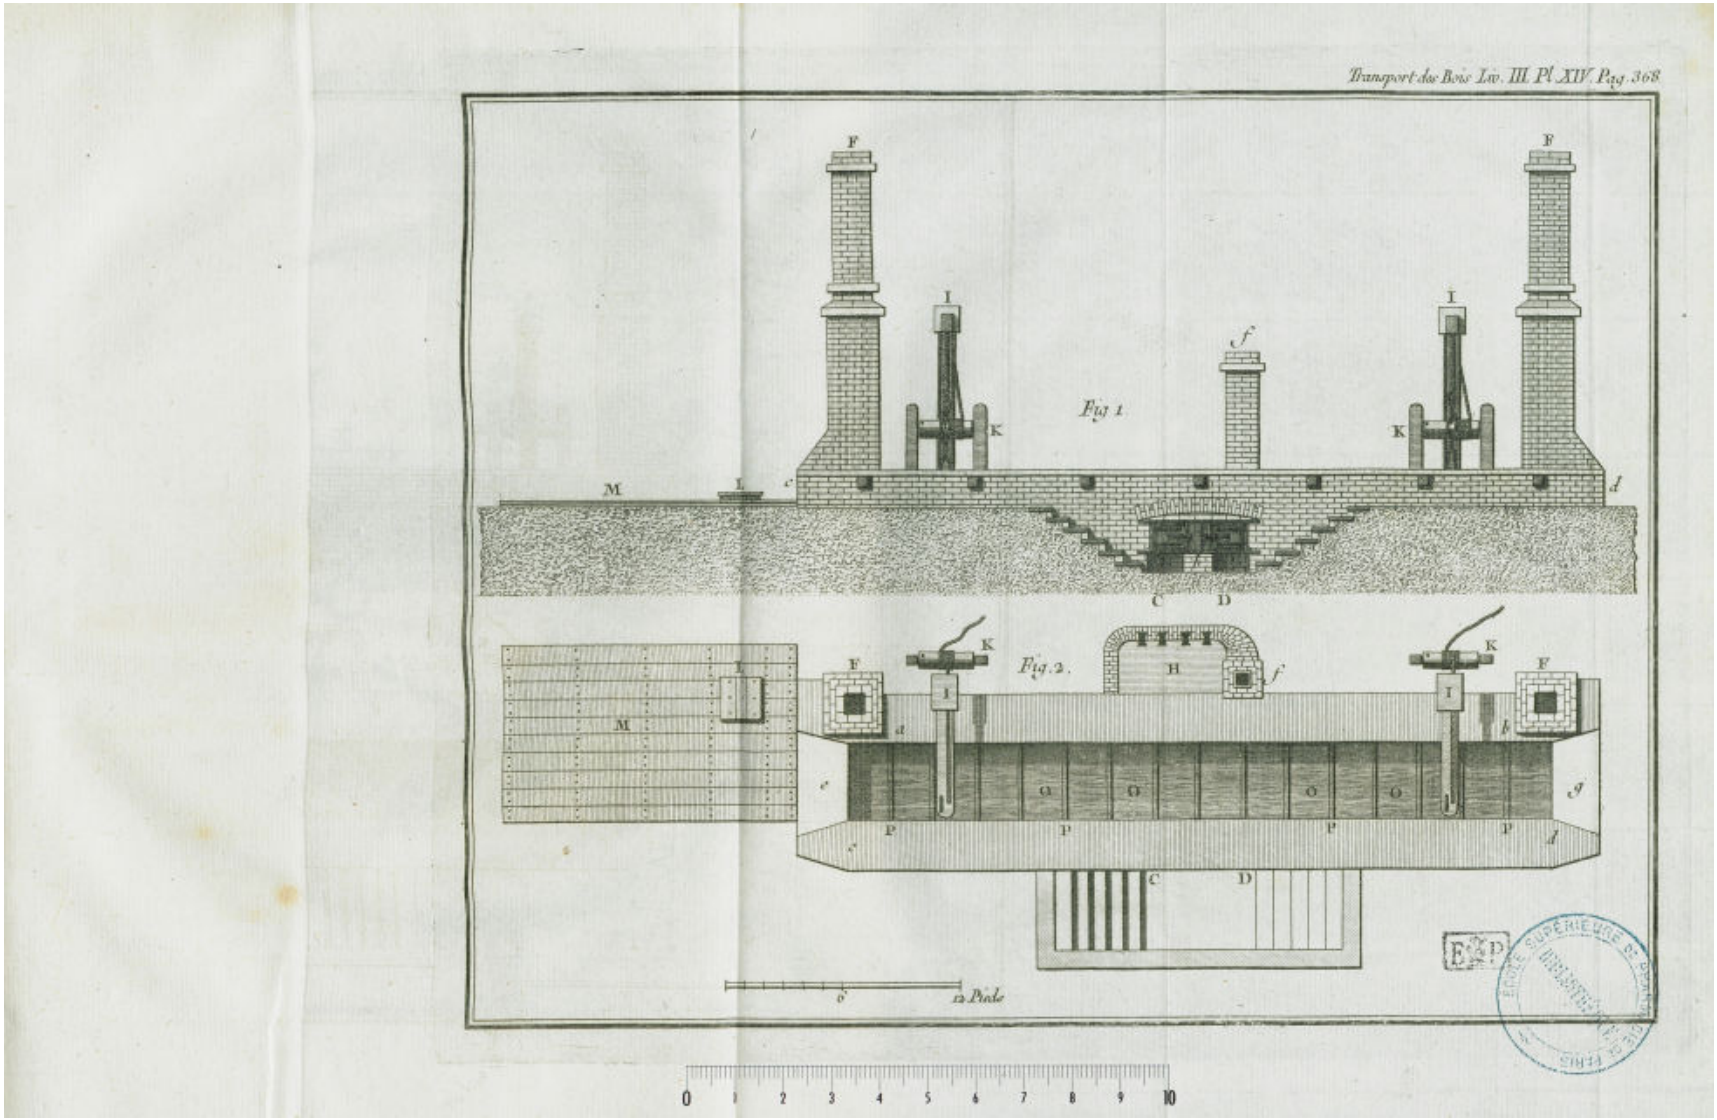
Transport des Bois Liv. III Pl. XIV. Pag. 368
Fig 1
Fig 2.
F
I
K
f
M
L
c
d
C
D
H
a
b
e
g
O
P
h
i
0
12 Pieds
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

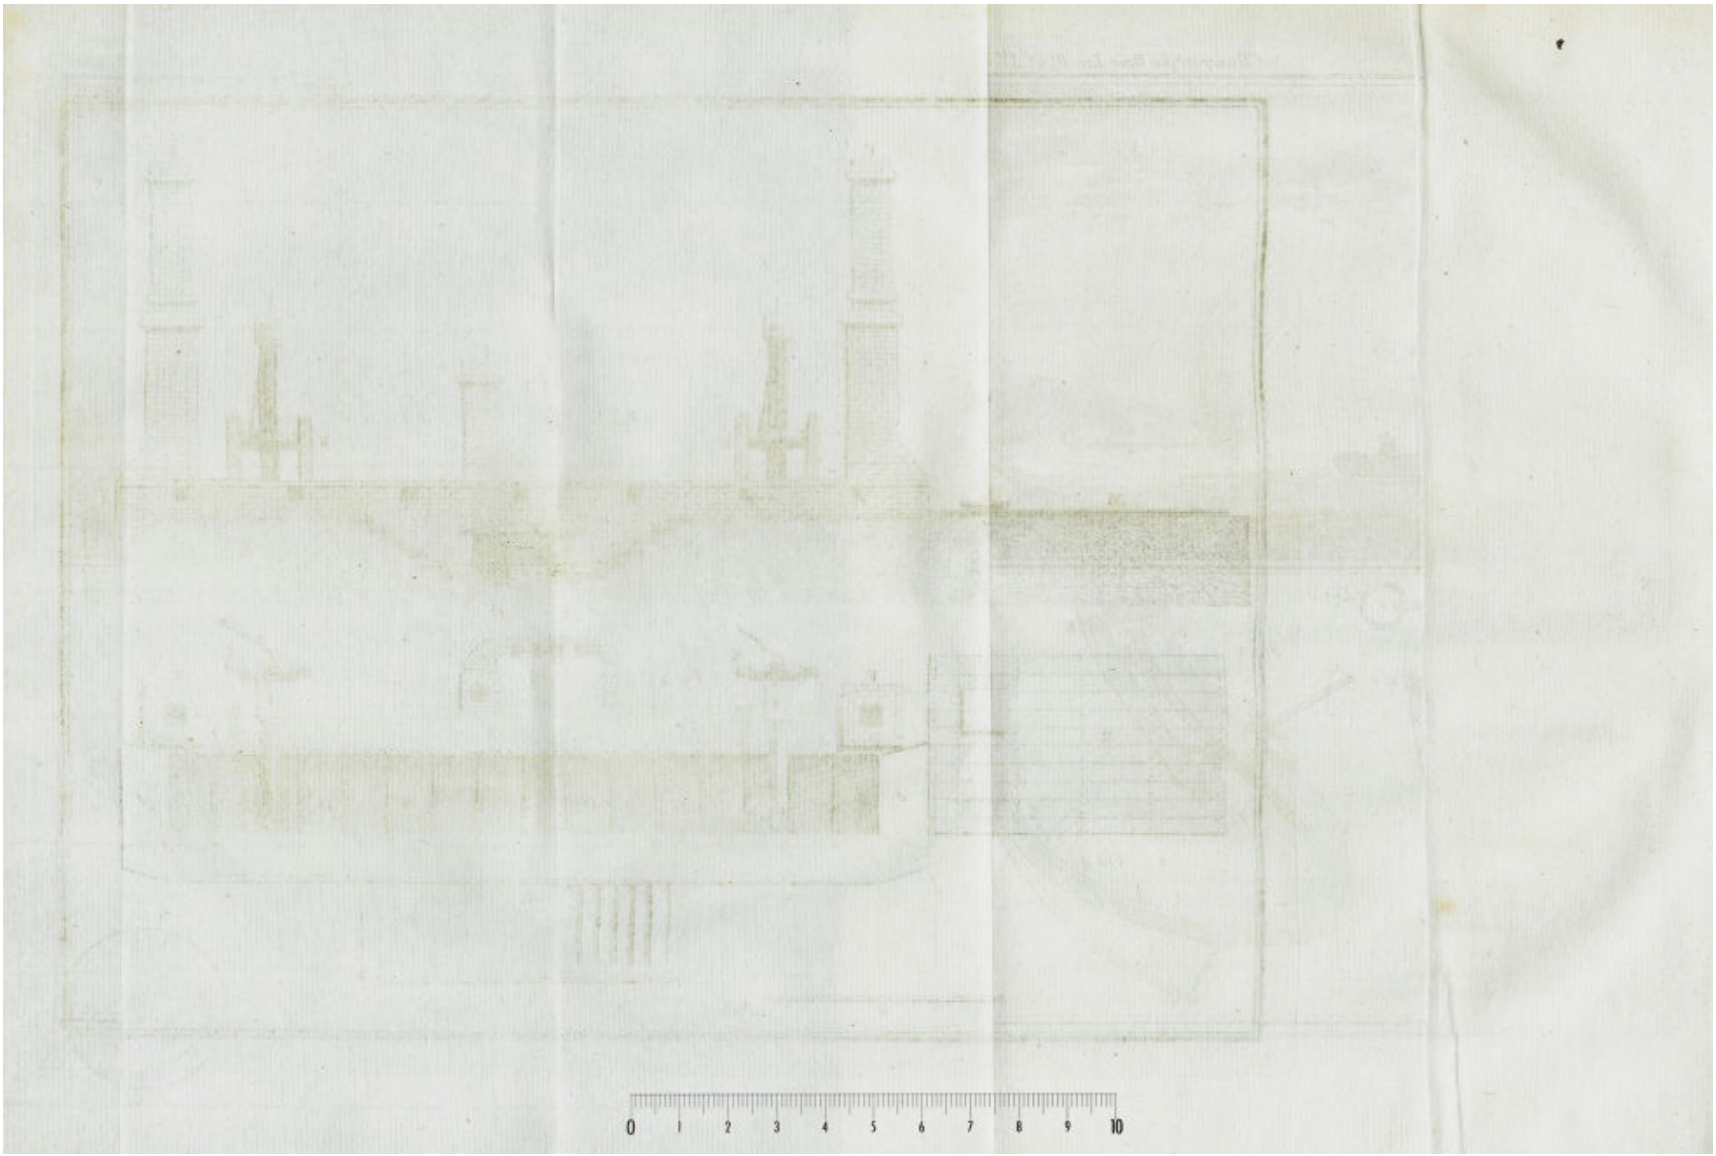
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

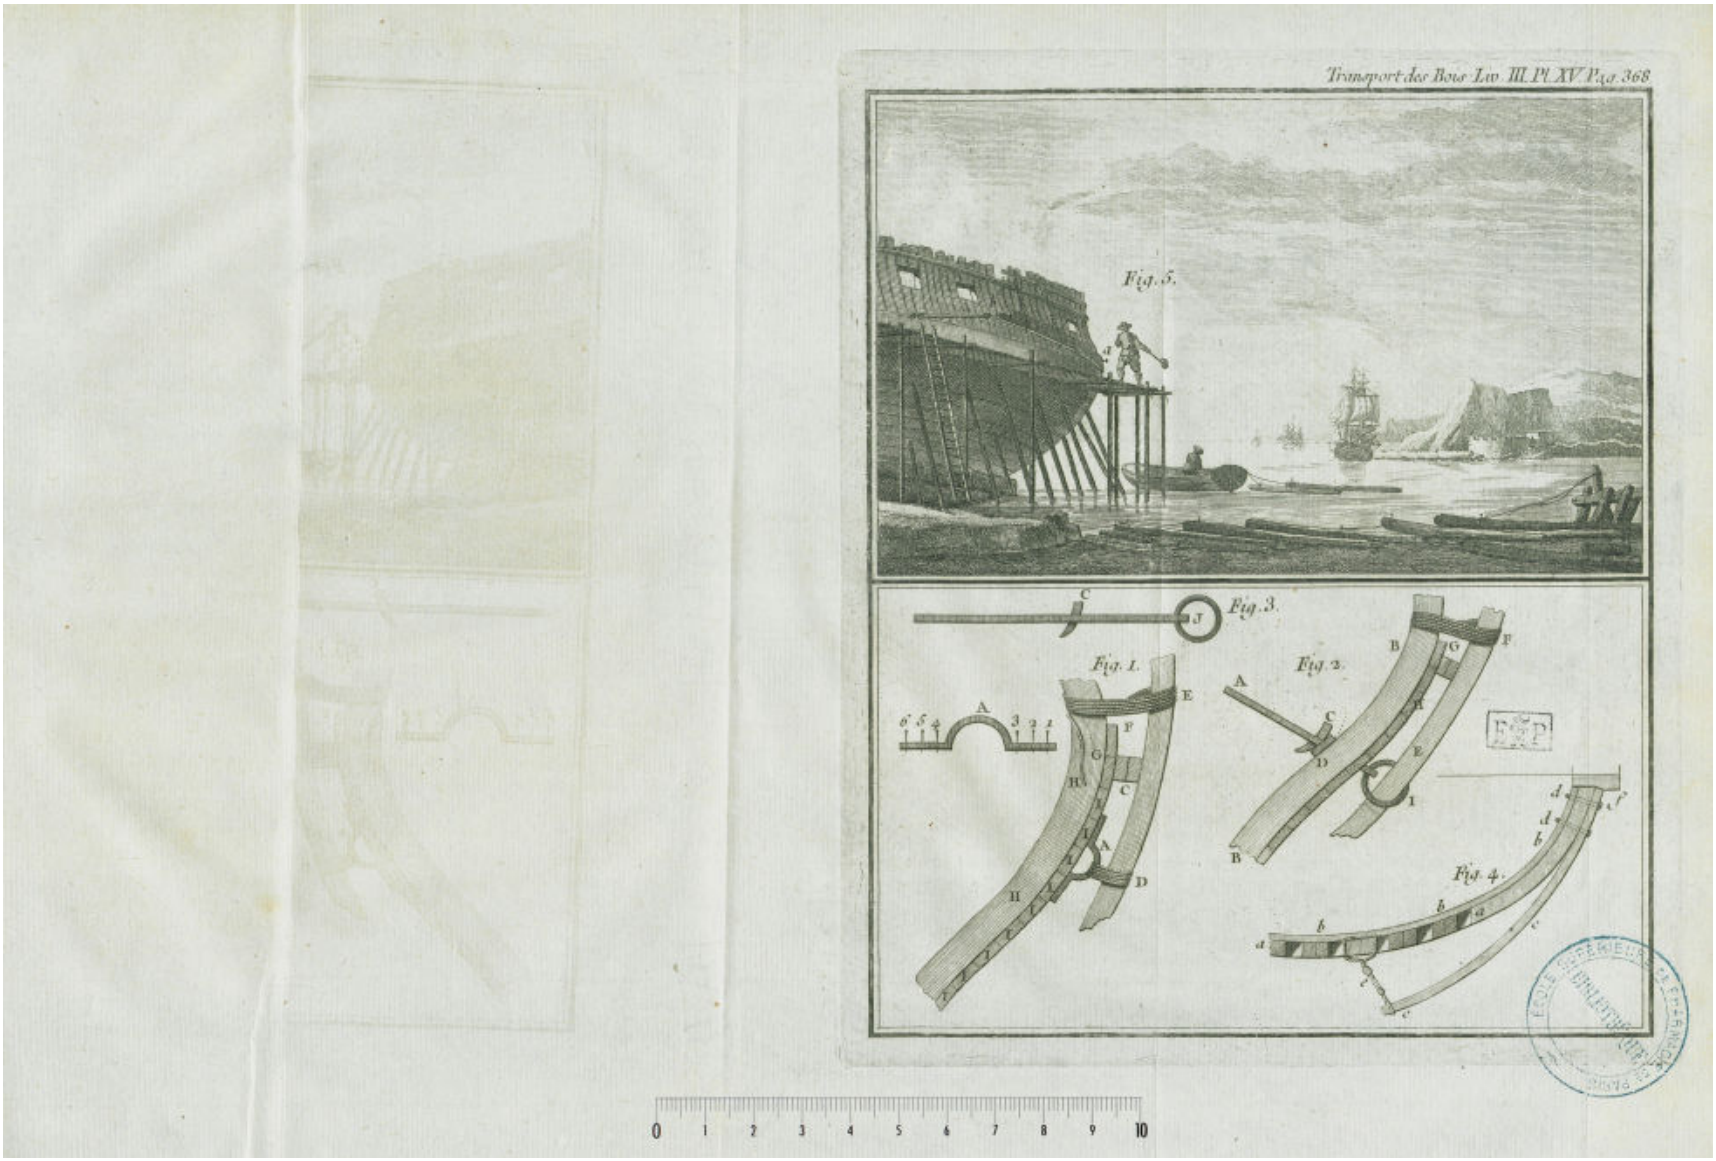
Transport des Bois Liv. III. Pl. XV. Pag. 368.
Fig. 5.
Fig. 3.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 4.

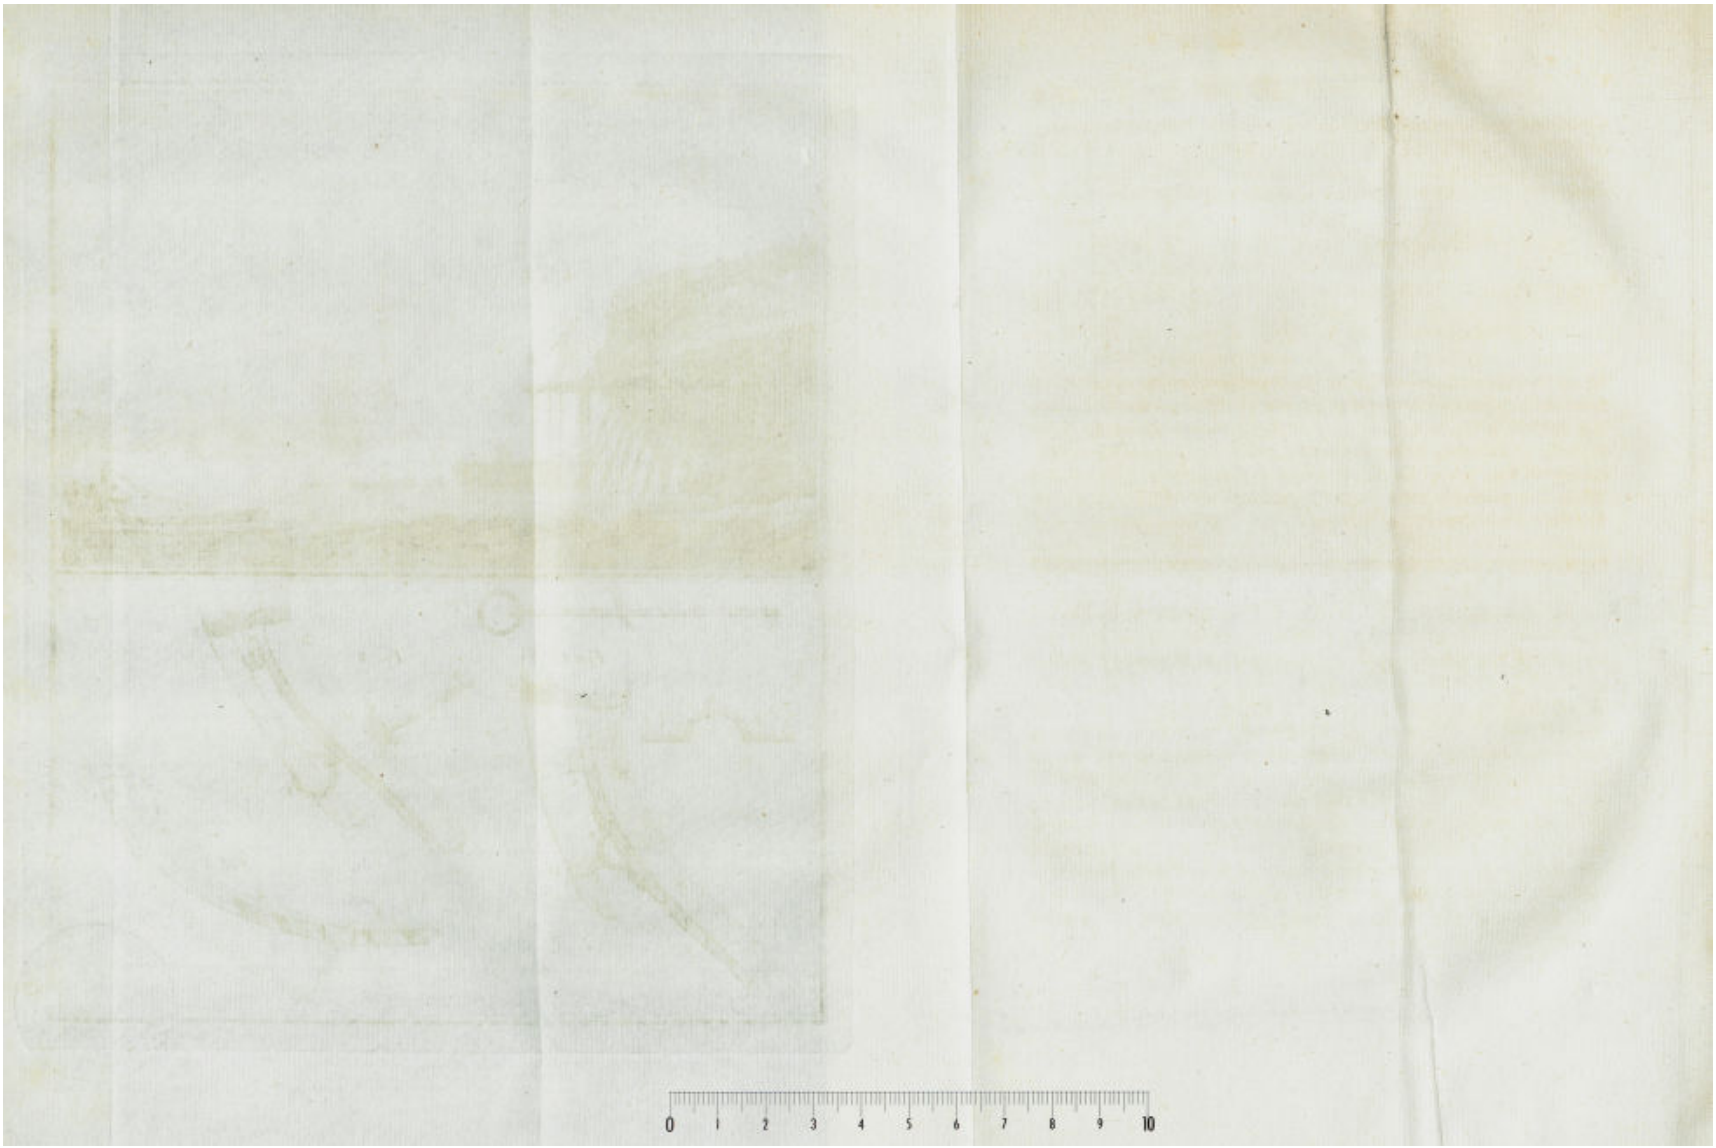
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LIVRE QUATRIEME.

Des Bois deſtinés pour les Rames & les Mâtures ; & de la Conſervation des Mâts.

Ce que nous avons dit juſqu'à préſent a ſon application aux bois qu'on emploie pour les Rames & pour les Mâtures, ces ſortes de bois exigent néanmoins des conſidérations particulieres que nous nous propoſons de développer dans ce quatrieme Livre, qui ſe diviſe ainſi naturellement d'abord en deux Chapitres ; nous y en ajouterons un troiſieme ſur la Conſervation des Mâts.

CHAPITRE PREMIER.

Des Bois deſtinés pour les Rames.

Pour faire de bonnes rames, il faut des bois qui ne ſoient pas peſants, qui ſoient bien de fil, qui n'aient pas de nœuds conſidérables, & qui ſoient pliants & élaſtiques. J'ai vu en Angleterre faire quelques rames pour des Canots avec le Chêne : mais ce bois, ſur-tout quand il eſt de bonne qualité, eſt trop peſant pour les grandes rames. J'ai encore vu employer en Provence, du bois de Pin au même uſage ; il a l'avantage d'être léger & pliant, ſur-tout quand c'eſt du Pin du Nord fort réſineux ; mais il devient caſſant en fort peu de temps, & je ne ſache pas qu'on en ait jamais employé pour de grandes rames.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 436 sur 651

Le Frêne eſt ferme & pliant, puiſqu'on en fait des arcs; & pour cette raiſon, on en fait de bonnes rames pour les petits bâtiments; mais il eſt trop peſant pour les grandes rames, telles que celles des Galeres.

Le Hêtre eſt ferme, pliant & élaſtique, tant qu'il conſerve un peu de ſa ſeve; car quand il eſt extrêmement ſec, il devient très-caſſant. Les Menuiſiers pour meubles en emploient beaucoup à Paris; & l'on voit des voitures dont les reſſorts ſont de bois de Hêtre. C'eſt auſſi le ſeul bois qu'on emploie en France pour les rames des Galeres; & il eſt de bon ſervice, quand il eſt bien choiſi, ainſi que je vais l'indiquer.

1°, Les Hêtres qui viennent dans des vallées humides, & dont le bois eſt roux, perdent en très-peu de temps leur élaſticité, & deviennent fort caſſants. 2°, Ceux qui ont crû dans des terreins maigres, pierreux & ſecs, ont leur bois de bonne qualité, mais peu propre pour être employé à faire des rames, parce qu'il eſt rebours & tranché. 3°, J'en dis autant des arbres iſolés qui ont été battus par les vents, & qui ont preſque toujours de gros nœuds. 4°, On doit encore rejetter les arbres qui ont le fil très-tors, & qui, pour cette raiſon, ſont peu propres pour la fente. 5°, Les meilleurs Hêtres pour les rames ſont ceux qui ſe trouvent dans un très-bon ſol, plus ſec qu'humide, & dont le bois eſt blanchâtre. 6°, Pour les raiſons que je viens d'expoſer, on doit donner la préférence aux Hêtres qui ſe rencontrent dans des maſſifs, en bon ſol, qui ont crû avec force, qui ont bien filé ſans produire beaucoup de groſſes branches, & qui n'ont pas été expoſés à être beaucoup fatigués par les vents. 7°, Le bois des vieux Hêtres n'eſt pas auſſi liant, que celui de ceux qui ſont plus jeunes; & il faut éviter d'employer ceux qui ſont en retour, & dont la cime eſt morte ou malade. En voyant fendre de gros Hêtres, j'ai remarqué qu'il y avoit du bois roux vers le centre, ſur-tout du côté des racines, & on voyoit des veines échauffées aux parties les plus voiſines de l'écorce. Il eſt ſenſible que, pour éviter les défauts des arbres en retour, on doit préférer un arbre dont on ne pourra tirer que deux,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 437 sur 651

trois ou quatre rames, à un plus vieux qui pourroit en fournir 6, 7 ou 8.

On doit donc choiſir pour faire les grandes rames des Hêtres bien filés, qui aient peu ou point de nœuds : on les fend en deux, trois ou quatre, ou en un plus grand nombre de parties, ſuivant la groſſeur des arbres, pour en faire ce qu'on nomme des *Eſtelles* ou *Atelles ;* c'eſt ainſi qu'on nomme les bois refendus qu'on deſtine à faire des rames.

Pour qu'un arbre ſoit propre à faire des rames, il doit avoir 46 à 48 pieds de longueur ; s'il n'avoit au pied que 2 pieds de diametre, on n'en pourroit tirer que deux eſtelles ; mais s'il avoit 2 pieds 7 à 8 pouces, on en tireroit 3 ou 4, pourvu toutefois qu'il eût un peu plus de 2 pieds à ſon petit bout. Quand l'arbre eſt abattu, on l'équarrit groſſiérement ; puis on marque avec une ligne, ou un cordeau, la route que doit ſuivre la fente, & on fend l'arbre pour en tirer le nombre d'eſtelles qu'il peut fournir. On peut conſulter, ſur la façon de fendre ces arbres, ce que nous avons dit dans le *Traité de l'Exploitation des Bois, Livre IV, Chap. III, Art. VI, §. 3.*

Quand les arbres ſont fendus, s'ils l'ont été en 3 ou 4, ou en un plus grand nombre de parties, on emporte le bois du cœur, qui, formant un triangle, ne pourroit ſervir pour faire des rames ; par ce moyen on retranche, dans les gros arbres, la partie qui eſt communément la plus défectueuſe, & l'on conſerve le jeune bois qui eſt plus élaſtique que le vieux. Alors ces pieces peuvent être livrées dans les Ports pour eſtelles, ſuppoſé toutefois qu'elles aient les dimenſions que nous allons rapporter ; mais auparavant il eſt bon de faire connoître les noms qu'on donne aux différentes parties d'une rame.

On nomme *la pelle*, ou *la pale d'une rame*, (*Planche XVI, Fig.* 1.) la partie qui eſt hors de la Galere, & dont le bout applati s'élargit en forme de pelle pour trouver un point d'appui dans l'eau, lorſqu'on préſente le plat au fluide ; & quand on lui préſente le tranchant, elle en ſort aiſément, & preſque ſans éprouver de réſiſtance.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 438 sur 651

Ainſi la pelle de la rame eſt la partie compriſe depuis le bout de la rame, juſqu'à l'endroit qui repoſe ſur le bord de la Galere. On attache la rame à l'*Apoſtis*, qui eſt la piece de bois ſur laquelle repoſe la rame au moyen d'un anneau de corde qu'on nomme l'*Eſtrope* : & par cette raiſon la partie de la rame qui repoſe ſur l'apoſtis ſe nomme auſſi l'*Eſtrope* ; & comme cette partie eſt expoſée à de grands frottements, on la garnit de deux jumelles de bois de Chêne verd, qui ont 5 à 6 pieds de longueur ; on les nomme *Galavernes*.

On appelle *Tallar* la partie de la rame qui entre dans la Galere, ou qui eſt compriſe depuis l'eſtrope juſqu'à ſon extrémité. Cependant on appelle encore *le genou d'une rame*, la partie du tallar qui répond aux genoux des Forçats quand ils voguent.

Les rames étant trop groſſes pour être empoignées par les Forçats, on enchâſſe à l'endroit de la rame qui ſe nomme *le Genou*, une piece de bois de Hêtre où il y a des ouvertures pour placer les mains des Forçats ; cette piece rapportée ſe nomme *la Manuelle*.

Maintenant qu'on ſait les noms qu'on a coutume de donner aux différentes parties des rames, nous allons rapporter les dimenſions que doit avoir chacune de ces parties.

Les rames des Galeres extraordinaires, Réales ou Patrones, doivent avoir du bout de la pale à l'eſtrope, 31 pieds, le reſte 13 pieds 5 pouces, en tout 44 pieds 5 pouces ; c'eſt pourquoi on exige que les eſtelles aient 47 pieds de longueur : & comme la longueur des rames pour les Galeres Senſiles eſt de 38 pieds 4 pouces, on veut que les eſtelles aient 41 pieds de longueur.

La largeur de la pelle pour les Galeres extraordinaires, eſt de 7 pouces 4 lignes, & ſon épaiſſeur d'un pouce ; ainſi les eſtelles doivent avoir en cet endroit, 9 pouces de largeur ſur 3 d'épaiſſeur. Les pelles pour les Galeres ſenſiles ont 7 pouces 3 lignes de largeur ſur 10 lignes d'épaiſſeur, & l'on veut que l'eſtelle ait 8 pouces de largeur ſur 2 $\frac{1}{2}$ d'épaiſſeur.

Le plat de la pelle étant excepté, on veut, pour les grandes

Galeres, réales & patrones, que les eſtelles aient depuis cette pelle juſqu'au tiers de la longueur, 6 pouces 6 lignes de diametre, pour être réduits à quatre pouces; depuis le tiers juſqu'à l'eſtrope, 7 pouces 6 lignes, pour être réduits à 6 pouces 2 lignes; & depuis l'eſtrope juſqu'au bout du genou, 9 pouces, pour être réduits à 7 pouces 3 lignes.

A l'égard des Galeres ſenſiles, les eſtelles doivent avoir depuis la pelle juſqu'au tiers, 6 pouces de diametre, pour être réduits à 3 pouces 8 lignes; du tiers à l'eſtrope, 7 pouces 6 lignes, pour être réduits à 6 pouces; & de l'eſtrope au bout du genou, 8 pouces, pour être réduits à 6 pouces $\frac{1}{2}$. Les avirons qu'on embarque ſur les vaiſſeaux ont à peu près 30 pieds de longueur; ceux pour les canots & chaloupes 15 ou 20 pieds: l'uſage eſt de diviſer la longueur de la rame en quatre, de donner un quart à la pale, un quart au genou, & les deux quarts reſtants pour l'entre-deux.

Comme le Hêtre eſt ſujet à être piqué des vers, & comme les gerces ſont à craindre pour les rames, il faut fendre le bois en eſtelles le plus promptement qu'il ſera poſſible; ce qui empêche qu'il ne ſe gerce; & on doit le tirer promptement des ventes & le mettre dans l'eau, puiſque, comme nous l'avons prouvé plus haut, c'eſt le meilleur moyen d'empêcher que le bois ne ſoit attaqué par les vers qui le moulinent. Mais un bois long-temps flotté devient caſſant; & comme les rames doivent être pliantes & élaſtiques, il ne faut pas les laiſſer long-temps dans l'eau; ainſi au bout de quelques mois, on doit tirer les eſtelles de l'eau, & les dépoſer ſous un hangar, ayant ſoin de les caler à pluſieurs endroits de leur longueur pour qu'elles ſe conſervent bien droites; & comme ce bois eſt pénétré de ſa ſeve & de l'eau dans laquelle on l'a mis flotter, il s'échaufferoit & pourriroit en peu de temps dans un lieu humide, ſi l'on ne faiſoit pas enſorte que l'air pût paſſer entre toutes les pieces. Il arriva dans un Port de Provence où j'étois, des eſtelles dont une partie ſe trouva altérée pour avoir été renfermée encore verte dans le bâtiment de tranſport; de ſix eſtelles qu'on travailla pour faire des rames à la réale, une

étoit pourrie de preſque la moitié de ſon épaiſſeur, & dans toute ſa longueur, pendant que ſur l'autre face le bois étoit ſain. D'autres eſtelles avoient des veines échauffées en différents endroits.

Les Marchands feront bien de livrer leurs eſtelles le plus promptement qu'ils pourront, ayant grand ſoin de prévenir qu'elles ne s'échauffent dans les bâtiments de tranſport.

Comme on doit travailler les rames avant que le bois ſoit parfaitement ſec, parce qu'on eſt obligé, pour les dreſſer parfaitement, de les gêner beaucoup dans des entailles qu'on fait à de groſſes pieces de bois deſtinées pour cela : il eſt bon de les travailler auſſi-tôt que les eſtelles ſont livrées dans les Ports.

Quand les rames ſont travaillées, on les arrange bien de niveau ſur des chantiers qui ſoutiennent les rames en pluſieurs endroits de leur longueur. On charge le premier lit par un ſecond qui croiſe le premier; ce que l'on continue juſqu'à ce qu'on ait empilé toutes les rames qui appartiennent à une Galere. Souvent, pour ménager la place, on les arrange les unes ſur les autres, toutes ſuivant leur longueur; & on met entre deux de fortes calles, ou de menues pieces de bois, ayant ſoin de bécheveter les rames, c'eſt-à-dire, qu'on fait en ſorte que le gros bout d'un rang réponde à la pelle de l'autre.

Suivant ce que nous venons de dire, les rames s'échaufferoient dans un lieu humide, & elles deviendroient caſſantes dans un lieu trop hâleux. Pour éviter les excès, il convient donc de les tenir dans un lieu frais & ſec. Peut-être y auroit-il quelque avantage à les frotter avec quelques graiſſes pour empêcher les vers de les attaquer, & pour prévenir qu'elles ne ſe deſſechent trop; mais je ne l'ai point éprouvé.

On fait grand cas des rames rompues, pour en faire des brancards de Chaiſe de poſte & de Cabriolet.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 441 sur 651

CHAPITRE II.

Des Bois deſtinés pour les Mâtures.

On ſait que les *Mâts* pour les bâtiments de mer ſont de longues pieces de bois poſées verticalement, deſtinées à ſupporter les *Vergues*, autres pieces de bois qui ſont ſuſpendues aux mâts dans une ſituation horizontale, & ſur leſquelles ſont attachées les voiles. Quoique les vergues, relativement à leur poſition & à leurs uſages, ſoient fort différentes des mâts, comme elles ſont faites avec le même bois, on comprend ordinairement ſous la dénomination de *Bois de mâture*, les pieces qui doivent ſervir à faire des vergues ainſi que des mâts, d'autant qu'on emploie les pieces de mâture, ſuivant leur groſſeur ou leur longueur, à faire tantôt un mât & tantôt une vergue. On diſtingue ſeulement dans les arcenaux les pieces de mâture en *mâts*, en *matreaux*, & en *eſparts doubles* & *ſimples*. Les plus grandes pieces ſont rangées dans la premiere claſſe, les autres dans la ſeconde, & les plus petites dans la troiſieme. Les mâts ont depuis 60 juſqu'à 80 pieds de longueur, & depuis 22 juſqu'à 28 palmes de diametre; la palme a 13 lignes. Les matreaux ont depuis 40 juſqu'à 70 pieds de longueur, & ſeulement depuis 15 juſqu'à 22 & 24 pouces de diametre. Toutes les pieces moins conſidérables ſont des eſparts.

Quand un vaiſſeau démâté aborde une terre, il ſe remâte avec les bois qu'il rencontre dans le pays où il ſe trouve. Il n'importe de quelle eſpece il ſoit, pourvu que le bois ſoit ſain, droit, point tranché, exempt de nœuds, & ſur-tout qu'il ne ſoit point trop lourd, & qu'il puiſſe un peu plier ſans ſe rompre. Entre ces mâtures priſes par néceſſité, il s'en rencontre quelquefois de fort bonnes; ce qui prouve qu'on peut faire des mâts & des vergues avec pluſieurs eſpeces de bois.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 442 sur 651

Cependant l'uſage conſtant de la plûpart des Puiſſances de l'Europe, eſt de faire tous les mâts & les vergues avec des bois de Pin & de Sapin : c'eſt pourquoi nous ne parlerons ici que de ces deux genres d'arbre ; & comme il eſt bon de ne les pas confondre, je vais en donner une deſcription abrégée, renvoyant ceux qui deſireront quelque choſe de plus précis, à ce que j'en ai dit dans le *Traité des Arbres & Arbuſtes.*

Les *Pins* ont des feuilles menues, filamenteuſes, plus ou moins longues ſuivant les eſpeces; il ſort de chaque bouton deux, trois, ou un plus grand nombre de ces feuilles filamenteuſes : c'eſt ce qui les diſtingue des *Sapins*, qui ont leurs folioles plus ou moins étroites, dont chaque foliole eſt unique, & rangée ſur un filet commun comme les dents d'un peigne. Nous connoiſſons beaucoup d'eſpeces de Pins qui different les uns des autres par la longueur de leurs feuilles toujours filamenteuſes; par le nombre des feuilles qui ſortent de chaque bouton ; aux uns il n'en ſort que deux, à d'autres trois, à d'autres cinq, ſix ou ſept; par la forme de leurs fruits, qui ſont quelquefois gros & arrondis, d'autres fois gros & terminés en pointe ; d'autres ſont fort petits, tantôt pointus & tantôt arrondis. La plûpart des Pins ont leurs fruits ou cônes formés d'écailles dures : cependant à quelques eſpeces, ces écailles ſont comme membraneuſes. Il y a entre toutes ces eſpeces de Pins des différences très-ſenſibles dans la qualité de leur bois : on donne la préférence, pour les mâtures, à ceux qui ſont fort réſineux. D'ailleurs quantité d'eſpeces de Pins ne parviennent pas à une grandeur ſuffiſante pour fournir des mâts, & quelques-uns, quoique très-réſineux, ne peuvent pas pour ces raiſons être employés à cet uſage.

Entre un nombre aſſez conſidérable de Pins que je cultive, je crois que l'eſpece la plus propre à faire des mâts, eſt celle qu'on connoît ſous le nom de *Pin d'Ecoſſe*, qui me paroît la même que les Auteurs ont nommée *Pin de Genêve*, à en juger par des branches, des fruits & des ſemences que j'ai tirées de Riga. C'eſt auſſi cette eſpece de Pin que toutes les Nations maritimes d'Europe tirent de ce pays pour faire la mâture de leurs plus

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 443 sur 651

plus gros vaiſſeaux. Suivant ce que je viens de dire, l'eſpece contribue beaucoup à la bonne ou à la mauvaiſe qualité des mâts : mais l'âge des arbres, la qualité du terrein où ils ont crû, ainſi que le climat, ſont auſſi des circonſtances très-importantes.

Les Pins, ainſi que les autres genres d'arbre, ne parviennent que peu à peu à leur état de perfection : leur bois n'acquiert que par degrés la dureté & la denſité dont il eſt capable. Les jeunes Pins n'ont pas leur bois auſſi pénétré de réſine que ceux qui ſont plus âgés : ceux-ci, pour cette raiſon, ſont moins ſujets à être piqués par les vers : les Pins trop vieux s'alterent comme les autres arbres par le cœur ; ce qui fait qu'il y a des mâts dont le bois eſt plus peſant au cœur qu'à la circonférence, & d'autres, au contraire, qui ont le bois de la circonférence plus peſant qne celui du centre. Je rapporterai ailleurs le détail des Expériences que j'ai faites à ce ſujet, & je ferai voir, en parlant de la force des bois, qu'il eſt plus important pour un mât que ce ſoit le bois de la circonférence qui ait toute ſa bonne qualité, & qu'il n'eſt que peu affoibli par une légere altération dans le cœur. Cependant il faut éviter de prendre, pour les mâtures, des arbres en retour & morts en cime.

A l'égard du terrein, on ne trouve gueres d'aſſez grands arbres pour faire des mâts dans les terres très-maigres & arides ; & ceux qui ont crû dans des terres fort humides, ne ſont pas réſineux. Ainſi c'eſt comme pour les autres arbres, les bons fonds, plus ſecs qu'humides, qui fourniſſent les meilleures mâtures.

La bonté des Pins dépend principalement du climat où la forêt ſe trouve ſituée ; & généralement parlant, les pays les plus froids ſont ceux où cette eſpece de bois eſt de meilleure qualité, & où les arbres ſont les plus grands & les plus droits. C'eſt ce qui s'apperçoit aiſément en conſidérant la ſupériorité des mâts de Norwege ſur ceux qu'on trouve ailleurs : car les mâts que les Anglois, les Hollandois, les François tirent de Riga, & qu'on a cru long-temps être des Sapins, ſont des Pins

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 444 sur 651

qui me paroiſſent, comme je l'ai déja dit, peu différents de ceux d'Ecoſſe. La meilleure qualité des mâts qui ont crû dans les pays très-froids, peut dépendre de ce que le ſuc propre de ces bois étant une réſine qui ſe fige par le froid, & s'attendrit par la chaleur, cette ſubſtance réſineuſe s'accumule en plus grande abondance dans les climats froids que dans les pays chauds, où devenant plus fluide, elle eſt plus diſpoſée à s'échapper; & elle s'échappe en effet, puiſque quand on entre, lorſqu'il fait chaud, dans un bois de Pin, on ſent une odeur de réſine très-pénétrante: & lorſqu'on fait des inciſions à des Pins pour en tirer la réſine, cette ſubſtance coule d'autant plus abondamment que l'air eſt plus chaud. Nous ne donnons ceci que comme une conjecture; mais c'eſt un fait que les Pins qui viennent du Nord ſont plus réſineux, que ceux qui ont crû dans un climat plus tempéré. C'eſt encore un fait bien avéré, que leurs couches ſont plus minces & plus rapprochées les unes des autres; ce qui peut dépendre, ou de ce que dans ces climats froids les arbres croiſſent lentement, ou de ce qu'étant d'une très-grande taille, la ſeve qui doit ſe diſtribuer à un plus grand nombre de parties, ne peut pas faire à chaque endroit des productions conſidérables: mais comme ces couches ligneuſes ſont très-intimement liées les unes aux autres, on regarde toujours d'un œil de préférence les arbres qui ont leurs couches annuelles fort minces & très-ſerrées les unes auprès des autres. Il eſt naturel de penſer que le bois le plus ſerré eſt le plus fort, non ſeulement parce qu'il y a dans un même eſpace plus de matiere réſiſtante, mais encore parce que les parties fort réunies agiſſent plus de concert pour réſiſter aux efforts.

A l'égard de l'abondance de la réſine, elle eſt avantageuſe, non ſeulement parce qu'elle donne de la ſoupleſſe au bois, mais encore parce qu'elle déplaît à pluſieurs inſectes qui attaquent plus volontiers les arbres pauvres de réſine, que ceux qui en ſont abondamment pourvus. De plus on peut la regarder comme un baume conſervateur qui réſiſte à la fermentation & à la pourriture. Les Pins qui ont crû dans les climats très-froids,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 445 sur 651

réuniſſant tous ces avantages à un degré plus éminent que ceux qui ont pris leur accroiſſement dans un climat plus tempéré, il s'enſuit que dans les pays de montagne les Pins qui ſe trouvent ſur le côté de la montagne qui regarde le Nord, ſont meilleurs que ceux qui ont crû ſur le côté expoſé au Sud. Je parle ici des arbres qu'on deſtine à faire des mâts; car s'il étoit queſtion d'élever des Pins pour en retirer la réſine, je crois que l'expoſition du Sud ſeroit préférable.

Dans quelques lieux que ſoient ſituées les forêts de Pins, on ne peut deſtiner pour faire des mâts, que les arbres fort élevés, puiſque les grands mâts ont de 60 à 80 pieds de longueur: il faut que leur tige s'éleve bien droite; ſi elle faiſoit la couleuvre, on ne pourroit la redreſſer qu'aux dépens du bois; ce qui en trancheroit le fil, & en diminueroit beaucoup de la groſſeur: leur tige doit être bien arrondie, ſans cela on ſeroit obligé de beaucoup ôter de bois pour les rendre cylindriques. Il eſt encore néceſſaire qu'ils conſervent de la groſſeur à la cime, & c'eſt un avantage que le Pin a ſur beaucoup d'eſpeces d'arbres, que ſa tige approche plus d'être cylindrique que conique. Sans cette qualité, les arbres ne pourroient être réduits aux proportions qu'exige l'uſage auquel ils ſont deſtinés.

Les arbres chargés de branches, & par conſéquent de nœuds, forment un bois tranché qui court riſque de rompre ſous de foibles efforts; & les nœuds ſont d'autant plus à craindre, qu'ils ſe trouvent raſſemblés près à près à un même endroit.

Nous l'avons déja dit, les Pins qui ont des branches mortes à la cime, ſont ordinairement viciés dans le cœur, & affectés de tous les défauts des arbres qui ſont en retour.

Voila à peu près les indices qui peuvent faire augurer qu'un arbre ſur pied ſera propre à faire de bons mâts, ou qu'il n'eſt pas propre à cet uſage; & rarement ſommes-nous dans le cas de faire l'application de ce que nous venons de dire, puiſque preſque toutes les grandes mâtures ſe tirent du Nord. Ainſi il eſt plus important de détailler les attentions qu'il faut apporter pour faire de bonnes recettes.

En pliant & en tordant un copeau, on juge, s'il ne rompt

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 446 sur 651

pas, que le bois eſt liant & flexible; & plus il eſt chargé de réſine, meilleur il eſt. Il faut que les cercles annuels aient peu d'épaiſſeur, & qu'ils ſoient bien liés les uns aux autres. On doit examiner ſi, ſur la coupe, tant au gros qu'au petit bout, le bois eſt d'une couleur brillante & uniforme: les endroits qui ſont roux & ternes ou blancs, ſont ordinairement vicieux. Enfin on doit être prévenu que ceux qui exploitent ces bois, ont grand ſoin de remplir de réſine & de nœuds pris à d'autres arbres, les endroits où il ſe trouve des nœuds pourris. Pour découvrir cette fraude, il faut parer les nœuds à l'Erminette, & quelquefois les percer avec une tariere; il faut de même ſonder les nœuds ſoupçonnés de pourriture.

Il eſt très-certain que les mâtures qu'on tire aujourd'hui du Nord, ne ſont pas auſſi réſineuſes que celles qu'on tiroit anciennement de ces mêmes pays. M'étant aſſuré de ce fait par la comparaiſon des bois de mâtures d'ancienne coupe que l'on conſervoit depuis long-temps dans le port de Breſt, avec celui qu'on fourniſſoit actuellement, M. le Comte de Maurepas jugea à propos d'envoyer à Riga le maître Mâteur de Breſt, qui s'aſſura que les mâts de la derniere fourniture étoient de la meilleure qualité; & il attribue la différence qu'on remarquoit dans ces mâts, en les comparant avec ceux des anciennes fournitures, à ce que les coupes ſe font maintenant aſſez loin de la mer, ce qui oblige de les laiſſer un, & quelquefois deux hivers dans la neige, avant que de pouvoir les conduire au lieu de l'embarquement. Cette circonſtance peut bien altérer la qualité des mâts. Peut-être auſſi que les mâts qu'on abat préſentement, ne ſont pas dans un terrein auſſi favorable à la qualité de ces bois, que ceux qu'on coupoit autrefois. Il pourroit bien arriver auſſi que ceux qui exploitent ces forêts, laiſſeroient les bois au moins un été dans la forêt, afin qu'ayant perdu une partie de leur ſeve, ils fuſſent plus aiſés à tranſporter; mais il eſt très-vraiſemblable que ce retard n'eſt pas avantageux à la bonté des mâts.

On fait auſſi des mâts avec des Sapins; & je crois que la plûpart des mâtures que les Anglois & les François ont tirées de leur ſol, étoient de ce bois. Nous en cultivons dans nos

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 447 sur 651

jardins un assez grand nombre d'especes : sur quoi l'on peut consulter notre *Traité des Arbres & Arbustes* au mot *Abies ;* mais les deux especes les plus communes dans nos montagnes sont le Sapin à feuilles d'If, qui est *le Sapin proprement dit*, & le Sapin à feuilles étroites qu'on appelle *le Picea* ou *Epicia*. Ces arbres sont presque les seuls qu'on trouve dans la Zone glaciale & dans notre climat : ils se plaisent sur le côté des montagnes qui regarde le Nord. Il s'en trouve de fort gros dans le Valais, dans la haute & la basse Auvergne, dans les Pyrénées & ailleurs.

Il n'y a aucune comparaison à faire entre les mâts de Sapin & ceux de Pin qui viennent de Riga. La plûpart des Pins ont leur bois si rempli de résine, que si l'on fait une plaie à un Pin qui végete, il en coule de la résine en abondance ; & c'est ainsi qu'on ramasse celle dont on fait usage dans la Marine. Voyez *le Traité des Arbres & Arbustes* au mot *Pinus*. Le Sapin n'est pas, à beaucoup près, aussi résineux ; il se forme sur son écorce des vessies qui fournissent en petite quantité une térébenthine claire & coulante, & son bois a toujours un caractere d'aridité que n'ont pas les bonnes especes de Pins, & sur-tout ceux qui viennent de Norwege ; car il m'a paru que leur bois est toujours plus résineux que celui des Pins qui ont crû en France, en Ecosse & en Angleterre.

Il ne faut donc pas exiger que les mâts qu'on feroit avec du Sapin, soient aussi gras & aussi résineux que ceux qui seroient faits avec du Pin ; il ne convient point, pour juger de la bonne qualité du bois de Sapin, de le mettre en comparaison avec le bois de Pin ; ces deux bois ont des caracteres très-différents. Il s'agit de savoir si le bois, résineux ou non, peut faire de bons mâts.

Suivant des Expériences faites à Brest, sous les yeux de M. Hocquart, alors Intendant de la Marine, un pied cube de bois de Pin du Nord s'est trouvé peser 41 liv. 3 onc. & un pied cube de Sapin des Pyrénées, 37 liv. 9 onc. ainsi le Pin du Nord a pesé 3 liv. 10 onces de plus par pied cube que le Sapin des Pyrénées. Cette différence de poids est peu considérable ;

encore faudroit-il ſavoir ſi ces deux eſpeces de bois étoient également ſecs. Suivant la même épreuve faite à Breſt, un pied cube de Sapin des Pyrénées, pris au petit bout d'un petit mât de 16 palmes, s'eſt trouvé peſer une livre de moins que le pied cube pris au gros bout. Par des Expériences faites par M. de Roquefeuil, Lieutenant Général des Armées Navales, Commandant de la Marine, la différence de poids entre le bois du gros bout & celui du petit bout, eſt beaucoup plus grande. Tous les deux ſe ſont aſſurés que le Sapin ſe charge de beaucoup plus d'eau que le Pin.

On mit un mât de Hune de ce Sapin des Pyrénées ſur un vaiſſeau de 64 canons qui alloit à S. Domingue ; & il eſt revenu ſain & ſauf dans le Port, quoiqu'il eût eſſuyé dans ce voyage des coups de vent aſſez conſidérables. Effectivement en rompant pluſieurs barreaux de Sapin, il nous a paru que ce bois étoit ferme, qu'il ſupportoit un poids aſſez conſidérable ſans ſe rompre; mais qu'il plioit peu ſous la charge, & que ſans annoncer qu'il alloit rompre, il caſſoit net par éclats. Je parle du Sapin ſec ; car quand il eſt humide, il plie, & eſt fort élaſtique. J'ai habité à Paris une maiſon fort ancienne, dont les poutres, les ſolives, & une partie de la charpente, étoient de Sapin; tous ces bois paroiſſoient encore fort bons. Cependant en général, le bois de Sapin eſt plus ſujet à être piqué des vers que celui de Pin; & n'ayant que peu de réſine, il perd plus promptement ſon élaſticité.

Nous croyons pouvoir conclure de tout ce qui vient d'être dit ſur les bois de Pin & de Sapin, que les mâts de Pin du Nord ſont préférables à ceux de Sapin de France; mais qu'on peut économiſer les Pins du Nord, en faiſant avec le Sapin des mâts d'aſſemblage, comme grands mâts, mâts de miſaine, grandes vergues de miſaine, mâts & vergues d'artimon, vergues ſeches, jumelles de campagne, aiguilles pour la carene & pour la mâture de tous les petits bâtiments, des bordages, dits Pruſſe & demi-Pruſſe, pour le vaigrage, ainſi que pour border les petits bâtiments, des épontilles, des planches pour les emménagements & les ſoutes; mais pour les mâts de hune,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 449 sur 651

ainſi que pour tous les mâts & vergues qui ne ſont pas d'aſſemblage, je crois qu'on ne peut pas ſe paſſer de Pins du Nord.

On a coutume d'abattre les Pins & les Sapins pendant l'hiver, évitant les temps de forte gelée, parce qu'alors ils ſont plus ſujets à s'éclater ; on les abat au ras de terre le plus qu'il eſt poſſible, afin de profiter de toute la longueur des arbres : on retranche ſur le champ les branches, & on ôte l'écorce, parce qu'il ſe forme, entre le bois & l'écorce, des vers qui enſuite pénetrent dans le bois & l'endommagent. Si les arbres ſont ſur la croupe d'une montagne, on a grande attention qu'ils tombent du côté de la montagne, afin que la chûte les endommage moins. Il faut eſſayer de les voiturer au lieu de leur deſtination le plus promptement qu'il eſt poſſible, & éviter qu'ils ne s'échauffent dans le tranſport. On a coutume, lors des recettes, de meſurer la groſſeur des mâts, qui ont depuis 15 juſqu'à 25 palmes à 12 pieds du talon : la groſſeur de ceux qui ſont plus forts ſe prend à 15 pieds. Si l'aubier n'eſt pas pourri, on le laiſſe, il conſerve le bois ; & on le compte au Marchand ; s'il eſt altéré, on le retranche, & le fourniſſeur perd cette ſouſtraction.

On penſe communément qu'aux Sapins c'eſt l'aubier qui eſt le meilleur, mais qu'au Pin c'eſt le bois qui eſt immédiatement ſous l'aubier. Je n'ai pas été à portée de bien conſtater cette aſſertion ; mais j'apperçois qu'elle peut quelquefois être vraie, & ſe trouver d'autres fois en défaut, ſuivant l'âge & la vigueur des arbres.

Le nombre des bâtiments de mer, tant pour le commerce que pour la guerre, s'étant beaucoup multiplié en Europe, il s'en eſt ſuivi une grande conſommation de mâts ; ce qui les rend beaucoup plus rares & plus chers qu'ils n'étoient autrefois : cette raiſon doit engager à conſerver cette matiere précieuſe avec toute l'attention poſſible. Nous nous propoſons de faire ſentir d'une façon générale quels ſont les avantages des pratiques qui ſont en uſage dans les différents Ports pour conſerver les mâts ; mais ces pratiques, que nous croyons avantageuſes à tant d'égards, ſont ſujettes à des inconvénients auxquels il eſt bon

de remédier; c'eſt ce que nous tâcherons de faire appercevoir dans la ſuite de cet Ouvrage; ainſi nous allons commencer par rendre compte des différents moyens qu'on emploie pour conſerver les mâts, & nous expoſerons les vues qu'on s'eſt propoſées en imaginant ces méthodes, & les avantages qu'on en retire. Nous rapporterons enſuite les défauts de ces méthodes & les moyens d'y remédier.

CHAPITRE III.

De la Conſervation des Mâts.

LES Pins qu'on emploie pour la mâture des vaiſſeaux, ont quelquefois leur bois ſi chargé de réſine, qu'on peut appercevoir la lumiere du ſoleil au travers d'une planche qui auroit près d'un demi-pouce d'épaiſſeur; & dans les pays abondants en Pins, les Payſans s'éclairent la nuit avec des copeaux de Pin qui brûlent comme des flambeaux. C'eſt de l'abondance & de la bonne qualité de cette réſine, que dépend la perfection des bois qu'on deſtine aux mâtures.

Cette réſine eſt-elle dans un état de ſoupleſſe? les mâts ſont élaſtiques, & de plus elle répand une odeur pénétrante qui écarte les ſcarabées qui produiſent ces petits vers qu'on nomme dans les Ports des *Cirons*, & que les Tonneliers appellent des *Artuiſons*; en un mot, ces petits vers qui moulinent & piquent le bois. Au contraire cette réſine eſt-elle ſeche? ce n'eſt plus un corps liant; c'eſt une ſubſtance friable qui ſe réduit aiſément en pouſſiere; & alors ayant peu d'odeur, les petits vers dont nous avons parlé, ſauront ſe nourrir de la partie ligneuſe qui eſt naturellement aſſez tendre, & les mâts ſeront vermoulus.

Il ſuit de ce que nous venons de dire, que la parfaite conſervation des mâts ſe réduit à les garantir d'être vermoulus, & à conſerver leur élaſticité. Il eſt naturel de penſer qu'on

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 451 sur 651

qu'on pourroit remplir ces deux objets en couvrant les mâts de quelque bitume, ou de quelque graiſſe ; en un mot d'une eſpece de vernis qui empêcheroit que les ſcarabées, qui produiſent les petits vers dont nous parlons, ne puſſent dépoſer leurs œufs ſur la ſuperficie des mâts, & qui en même-temps formât un obſtacle à l'évaporation de l'humidité, & au deſſéchement de la réſine.

C'eſt bien auſſi ce qu'on pratique pour conſerver les mâts qui ſont travaillés : car comme la ſuperficie des bois qui ſéjournent long-temps dans l'eau, eſt toujours un peu endommagée, on ſeroit obligé de les réparer lorſqu'on viendroit à les tirer de l'eau, & l'on perdroit de leur groſſeur. D'ailleurs comme la plûpart des mâts travaillés ſont de pluſieurs pieces très-exactement aſſemblées, l'eau qui gonfleroit ces différentes parties pourroit les faire éclater, ou elles ſe déjetteroient, & les aſſemblages ne ſeroient plus exacts.

On a donc coutume de démâter les vaiſſeaux qui déſarment ; & excepté les trois mâts majeurs, les autres ſont mis en chantier ſous des halles qui les défendent des injures du temps, & on les enduit d'un mélange de gaudron & de graiſſe qu'on fait fondre enſemble, ou on les couvre de ſuif. On a même la précaution, dans les campagnes des pays chauds, de frotter les mâts de temps en temps avec quelque ſubſtance graſſe. Malgré ces précautions, les mâts ſe deſſéchent ; ils deviennent caſſants ; quelquefois ils ſont attaqués par les vers. C'eſt ce qu'on obſerve dans tous les Ports : nous n'avons cependant pas négligé de faire ſur cela quelques Expériences ; il faut les rapporter.

Pour connoître la meilleure maniere de conſerver ces bois précieux à la Marine, on prit douze pieces de mâtures qui venoient d'être débarquées. Six furent miſes dans l'eau ſuivant l'uſage qu'on ſuit ordinairement pour conſerver les mâtures neuves ; les ſix autres furent dépoſées dans le Magaſin où l'on conſerve les mâtures travaillées ; trois de ces mâts furent couverts d'une couche de ſuif, & les trois autres reſterent dans leur état naturel.

Trois ans après, on employa ces mâts à une mâture neuve,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 452 sur 651

& voici les Obſervations qu'on eut occaſion de faire.

1°, Une groſſe piece qui étoit reſtée dans le Magaſin après avoir été frottée de ſuif, & qu'on travailla pour en faire un mât d'une piece, ſe trouva très-ſaine ; le bois en étoit d'une couleur avantageuſe & très-liant ; la réſine mieux conditionnée qu'aux autres pieces.

2°, Une piece qui étoit reſtée dans le même Magaſin ſans être couverte de ſuif, ſe trouva en bon état ; mais la réſine étoit moins onctueuſe que celle de la piece précédente. Leur bois étoit plus ferme que celui des pieces qui avoient été conſervées dans l'eau.

On crut remarquer que l'aubier de celles-ci étoit plus épais, & que l'eau qui agiſſoit ſur les couches extérieures du bois, diſſolvoit la réſine, & rendoit les couches extérieures blanches & ſemblables à l'aubier.

Toutes ces pieces de mâtures étoient à peu près auſſi fendues les unes que les autres. Mais quand, par des attentions particulieres à renouveller ſouvent ces couches de graiſſe, nous ſerions parvenus à conſerver en bon état quelques mâts, peut-on eſpérer qu'on apportera ces attentions à une proviſion de mâts qui ſont rangés les uns ſur les autres, & qu'il faudroit changer de place toutes les fois qu'on ſe propoſeroit de renouveller les enduits ? & ces attentions ſeroient encore bien moins praticables pour l'immenſe quantité de mâts non travaillés que l'on conſerve dans les Ports : il faudroit des hangars d'une grandeur immenſe ; le remuement des bois exigeroit des frais conſidérables, & le renouvellement des couches de matiere graſſe que l'air & la pouſſiere détruiſent, occaſionneroit une conſommation qui ſeroit onéreuſe. D'ailleurs il eſt toujours important, lorſqu'il s'agit de grandes opérations, d'éviter les ſoins journaliers & les aſſiduités : c'eſt donc avec raiſon qu'on n'emploie cette méthode que pour les mâts travaillés, & qu'on s'eſt déterminé à tenir dans l'eau les mâts de réſerve qui ne ſont pas travaillés.

On ſent bien déjà qu'en tenant ces bois ſous l'eau, on les préſerve de l'attaque des vers qui les moulinent ; effective-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 453 sur 651

ment, puiſque ces vers ſont de nature à vivre dans l'air, il eſt certain qu'ils ne pourront endommager des bois qu'on tient ſubmergés, & cela eſt prouvé par les Expériences que j'ai rapportées dans le Livre troiſieme de ce Volume. Il eſt clair qu'à cet égard l'eau douce ſeroit auſſi bonne que l'eau ſalée de la mer; mais je crois qu'il s'en faut de beaucoup qu'elle ſoit auſſi propre pour conſerver aux bois la ſoupleſſe & le reſſort, deux qualités très-importantes pour les mâts.

Il eſt vrai que l'eau douce empêchera le deſſéchement de la réſine: mais l'eau ſalée fera plus; elle entretiendra dans les bois qui en auront une fois été pénétrés, une humidité conſidérable, que je regarde comme auſſi avantageuſe dans le cas dont il s'agit, qu'elle eſt pernicieuſe pour les membres des vaiſſeaux. Je fonde mon opinion ſur l'obſervation générale, que tous les corps ſpongieux qui ont une fois été pénétrés de l'eau de la mer, ne ſe deſſéchent jamais parfaitement; & ſur quelques Expériences particulieres que je vais détailler.

Je pris dans une même piece de bois quatre ſoliveaux: j'en mis un flotter dans l'eau de la mer, un autre dans de l'eau douce, & je conſervai les autres ſous un hangar. Mes bois ayant ſéjourné aſſez de temps dans l'eau douce & dans l'eau ſalée pour en être intimement pénétrés, on les en retira, & on les mit ſous le hangar paſſer 8 à 10 mois: comme ces bois n'étoient pas de gros échantillon, ce temps étoit ſuffiſant pour les bien deſſécher: après ce temps je les fis refendre à la ſcie pour en former des barreaux qui avoient un pouce d'équarriſſage ſur 3 pieds de longueur. On remarqua en les travaillant que les bois qu'on avoit conſervés ſous le hangar, ainſi que ceux qui avoient été flottés dans de l'eau douce, étoient fort ſecs, au lieu que ceux qu'on avoit flottés dans l'eau ſalée, étoient très-humides.

On poſa ces barreaux par leurs extrémités ſur des treteaux, & on les chargea dans leur milieu juſqu'à les faire rompre: on remarqua que ceux qui avoient été pénétrés de l'eau de la mer, plioient beaucoup plus ſous le poids que les autres. Les bois qui ſont pénétrés de l'eau de la mer ne ſe deſſéchent donc

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 454 sur 651

que très-difficilement : ce qui dépend ſans doute du bitume de la mer, & de ſon ſel qui attire continuellement l'humidité de l'air, puiſque cette propriété de ces matieres ſalines & graſſes fait que le ſel gris de gabelle tombe en *deliquium* dans les ſalieres. Or cette humidité qui pourroit être nuiſible aux membres des vaiſſeaux, parce qu'ils ſont reſſerrés entre le bordage & le vaigrage, doit être avantageuſe aux mâts qui étant toujours expoſés au grand air, ne courent riſque que de ſe trop deſſécher.

Il paroît donc que l'uſage où ſont les Anglois, les Hollandois, les François, de conſerver les mâtures dans l'eau ſalée de la mer, eſt avantageux pour leur conſervation. Examinons maintenant comment on s'y prend pour cela ; car il y a différents uſages établis dans les Ports.

La plus mauvaiſe pratique eſt de jetter les mâts à l'eau, de les retenir avec des cordages pour empêcher que la marée ne les entraîne, & de les laiſſer flotter ſans autre précaution. Comme ces bois ſont légers, ils ſont aux trois quarts dans l'eau pendant qu'ils flottent d'un quart de leur diametre. Cette méthode eſt aſſurément très-mauvaiſe : cependant on ne conſerve pas autrement les eſparts dans le Port de Breſt ; mais elle eſt encore plus vicieuſe, quand ils ſont dans un endroit qui deſſéche à toutes les marées. Nous avons prouvé que l'alternative de ſéchereſſe & d'humidité altere prodigieuſement les bois ; on s'en eſt apperçu, & l'on a employé différents moyens pour les tenir toujours entiérement ſubmergés.

Les bois de mâture étant beaucoup plus légers qu'un volume d'eau pareil à celui qu'ils occupent, ils tendent à gagner la ſuperficie de l'eau avec une force pareille à l'excès du poids de l'eau ſur celui du bois ; ainſi il faut, pour les tenir ſous l'eau, employer une force ſupérieure à celle qu'ils ont pour gagner la ſuperficie, & l'on doit appliquer cette force à différents points de la longueur des mâts pour éviter qu'ils ne ſe courbent trop. A Breſt, on les enfouit dans la vaſe d'une petite riviere ; & quoique la mer ſe retire, l'humidité de la vaſe empêche qu'ils ne ſe deſſechent. Le poids de la vaſe ne les empê-

cheroit cependant pas de ſe porter à la ſuperficie, ſi on ne les aſſujettiſſoit par des clefs qui aboutiſſent à des files de pilotis frappés dans le fond : mais les crûes de la petite riviere & l'eau de la marée qui s'éleve & ſe retire, dérangeant fréquemment ces vaſes, on eſt obligé d'entretenir au bord de cette riviere beaucoup de journaliers pour remettre les vaſes ſur les mâts.

A Toulon, on aſſujettit les mâts ſous l'eau en les traverſant avec de grandes caiſſes qu'on remplit d'une aſſez grande quantité de pierres pour empêcher les mâts de ſe porter à la ſuperficie de l'eau ; & l'on multiplie aſſez les caiſſes pour que les mâts ſoient chargés en pluſieurs endroits de leur longueur.

Ce moyen eſt aſſez bon ; mais il exige un travail long, pénible & embarraſſant. Ajoutons à cela que comme ces caiſſes ſont grandes & en grand nombre, elles conſomment beaucoup de bois, & exigent de fréquentes réparations. J'ai vu faire à peu près la même choſe à Marſeille, où on chargeoit les mâts des Galeres avec de vieux canons, ce qui ſuffiſoit pour un petit nombre de mâts que l'on conſervoit dans un chenal.

Le plus grand, le plus beau & le meilleur établiſſement eſt celui de Rochefort : c'eſt pourquoi nous allons le décrire en détail.

Il y a à Rochefort trois foſſes ou chenaux, dans leſquelles l'eau ſalée de la Charente entre dans les temps de grande marée à 4 ou 5 pieds de hauteur. Cette eau ſe retireroit entiérement aux baſſes marées, ſi l'on ne la retenoit avec des écluſes. Un de ces chenaux (*Planche XVII, Fig.* 1) s'appelle *la Foſſe noire*, un autre (*Fig.* 2) *la Foſſe de l'Iſlot ;* elles ont une écluſe du côté de la riviere ; le *Fer à cheval* (*Fig.* 3) ayant deux branches à deux écluſes.

Toutes ces foſſes ſont traverſées par des files de chevalets qui s'étendent dans toute leur longueur : les mâts ſont rangés entre ces chevalets, & ils ſont aſſujettis par des traverſins qui ſont callés ſous les chevalets. Ces idées générales vont devenir plus claires.

La *Foſſe noire* (*Fig.* 1), & celle *de l'Iſlot* (*Fig.* 2), ont chacune 280 toiſes de longueur ſur 9 de largeur. Il y a dans chacune 40 travées *A* qui ſont formées par 200 chevalets *b b b*; une rangée *C* de cinq chevalets fait ce qu'on appelle *une Ferme*, (*Planche XVIII*); cinq fermes font une travée *A*. Or comme on peut mettre entre chaque file de chevalets trois gros mâts, chaque travée en peut contenir 12, ſans compter les matreaux & les eſparts qu'on peut mettre au-deſſus ou entre les gros mâts; de ſorte que chacune des foſſes noire, ou de l'Iſlot, peut contenir 252 mâts de 80 pieds de long : mais comme tous les mâts ne ſont pas de cette longueur & groſſeur, chacune de ces foſſes pourroit contenir environ 420 mâts de 10 à 18 palmes.

A l'égard de la foſſe dite *le fer à cheval*, (*Planche XVII*, *Fig.* 3) comme elle a d'une écluſe à l'autre 400 toiſes de tour ſur 11 de largeur, elle contient 58 travées formées par 340 chevalets, qui ſont à 33 pieds de diſtance les uns des autres dans le ſens de la longueur de la foſſe, & à 8 pieds 6 pouces dans le ſens de la largeur : de ſorte que cette foſſe peut contenir 450 mâts de 80 pieds de long, & à peu près 520 mâts de moyenne proportion avec 400 matreaux ou eſparts. Il eſt encore bon de remarquer que cette foſſe a ſix rangs de chevalets, au lieu que les deux autres n'en ont que cinq. Nous avons parlé de travées, de fermes, de chevalets, de traverſins, d'écluſes; il faut définir ſéparément toutes ces choſes.

Pour ſe former une idée de ces foſſes, il faut s'imaginer un canal aſſez creux pour que l'eau de la marée y entre de 4 à 5 pieds, & tout entouré de berges de 10 à 12 pieds d'élévation. La partie de la berge qui eſt du côté de la riviere, & qui forme une chauſſée, eſt coupée pour recevoir une vanne *B* (*Pl. XVII.*) qui s'éleve avec une vis, ce qui met en état de recevoir dans les foſſes l'eau de la marée montante, & de la laiſſer écouler quand elle ſe retire; & en fermant cette vanne avant que la marée monte, on peut tenir les foſſes à ſec lorſqu'on le juge à propos. Il n'y a qu'une vanne à la *foſſe noire* & à celle *de l'Iſlot*; & il y en a deux, une à chaque branche de la foſſe dite *le fer à cheval*.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 457 sur 651

On entre facilement les mâts dans les foſſes lorſque la mer eſt haute ; alors ils flottent, & on les hâle avec des cordelles. On en ſort de même avec facilité ceux dont on a beſoin. Il s'agit maintenant de les aſſujettir au fond de l'eau dans la foſſe ; c'eſt pour cet uſage que ſont faits les chevalets (*Planche XVIII, Fig.* 2 *&* 3. *&* *Pl. XIX, Fig.* 1 *&* 2.)

Nous avons dit que ces foſſes contenoient ſur leur longueur pluſieurs travées ; que chaque travée eſt compoſée de cinq fermes, & que chaque ferme contient cinq chevalets dans la foſſe noire & dans celle de l'Iſlot, & ſix dans le fer à cheval qui eſt plus large.

Ces chevalets ſont faits en bois de Chêne de 10 à 12 pouces d'équarriſſage : ils ſont formés de deux montants *A A*, *B B*, (*Planche XIX*, *Fig.* 1 *&* 2), qui ont 12, 13 à 14 pieds de longueur : à un pied ou un pied & demi de leur bout d'en bas, eſt aſſemblée une traverſe ou entre-toiſe *C*, ſur laquelle eſt établie une piece de Sapin *D*, qu'on nomme *le Giſant*, qui paſſe entre les deux jumelles *A B*, ſe repoſe ſur l'entre-toiſe *C*, qu'elle croiſe à angle droit, enfile ainſi les cinq ou ſix chevalets qui font une ferme, & entre même dans les berges des deux côtés. Au-deſſus de cette piece de Sapin, eſt une autre entre-toiſe *E*, qui eſt aſſemblée dans les deux jumelles : elle repoſe ſur la piece de Sapin *D*, & elle l'empêche de monter à la ſuperficie de l'eau, parce que le bas des chevalets juſqu'à la moitié de l'épaiſſeur des entre-toiſes *E E*, eſt renfermé dans une banquette de maçonnerie de 6 pieds de largeur, comme on le voit (*Fig.* 1 *&* 2). Cette maçonnerie forme par ſon poids une force ſupérieure à celle avec laquelle les mâts agiſſent pour gagner la ſuperficie de l'eau. A quatre, cinq ou ſix pieds au-deſſus de la maçonnerie eſt une entre-toiſe *F* aſſemblée dans les jumelles, ou qui porte un fort tenon qui gliſſe dans des rainures de trois pouces de largeur & de deux pieds de hauteur, pratiquées dans l'épaiſſeur de ces jumelles.

Ces jumelles, qui ſont écartées l'une de l'autre de 12 à 15 pouces, ſont liées à leur extrémité d'en haut par un chapeau

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 458 sur 651

G, qui excede les jumelles de 5 à 6 pouces de chaque côté. Diſons un mot de l'uſage de ces chevalets.

Quand la marée monte, on fait entrer les mâts dans les foſſes à l'aide du flot, & on les diſpoſe par échantillon, les arrangeant entre les chevalets de ſorte que les gros ſe trouvent avec les gros, & les petits avec les petits, à moins que ce ne ſoit des matreaux ou des eſparts qu'on loge entre les gros mâts. On a ſoin que le milieu des gros mâts réponde à la ferme du milieu de chaque travée, & que le gros bout d'un mât réponde au petit bout d'un autre. Tout étant ainſi diſpoſé, on attend la baſſe mer pour que les mâts ſe raſſeyent ſur le fond des foſſes. Lorſque les mâts *I* poſent ſur ce fond, & que ces foſſes ſont à ſec, on paſſe ſur les mâts *I*, & entre les jumelles, des pieces de bois quarré *H* de 8 à 10 pouces d'équarriſſage, qu'on aſſujettit avec l'étance *K*, qui porte d'un bout ſur la piece *H* qu'on nomme *Traverſin*, & de l'autre ſous l'entre-toiſe *F*. Quand cette entre-toiſe *F* eſt à rainure, on la deſcend juſques ſur la piece *H*. Tout ceci étant exécuté, on ouvre les vannes, & bientôt les mâts ſont recouverts de 2 à 3 pieds d'eau.

Quand on veut retirer quelque mât, on décale la piece *H* lorſque la mer eſt baſſe; & quand elle remonte, les mâts qui ne ſont plus arrêtés flottent; on retire ceux dont on a beſoin; on remet les autres entre les chevalets : quand la mer eſt baſſe, on les cale comme nous l'avons dit; & quand la mer eſt haute, on ſort des foſſes les mâts dont on veut faire uſage.

Au moyen de ces foſſes, de leurs écluſes & des chevalets, on peut mettre & tirer aiſément les mâts des foſſes, & les y faire entrer. Ils ſont très-bien aſſujettis ſous l'eau; on peut, quand on le veut, les tenir à ſec, & renouveller l'eau, ſi l'on veut, à toutes les marées. Aſſurément cet établiſſement eſt des plus beaux; mais les chevalets ſont ſujets à de fréquentes réparations qui occaſionnent une grande conſommation de bois & des dépenſes conſidérables.

On ſait que les bois qui ſont toujours ſous l'eau y durent très-long-temps, ainſi que ceux qui ſont toujours au ſec & à l'abri;

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 459 sur 651

l'abri : & qu'ils pourriſſent plus promptement quand ils ſont tantôt au ſec & tantôt à l'eau. C'eſt le cas où ſont les radiers des écluſes, & encore plus les chevalets.

La partie de ces bois qui ne deſſeche pas, & qui devroit ſubſiſter très-long-temps, eſt dévorée par les vers à tuyau qui percent les vaiſſeaux, & qui ont occaſionné des déſordres ſi conſidérables dans les Digues de Hollande. Il ne faut donc pas être ſurpris de voir les écluſes & les chevalets exiger de fréquentes réparations.

A l'égard des écluſes on a remédié en grande partie à ces inconvénients en faiſant les bajoyers en pierre : ils étoient anciennement en bois : il ne reſte plus en bois que les radiers qu'il ſeroit poſſible de faire auſſi en pierre. Il n'eſt pas auſſi aiſé de prendre un bon parti pour les chevalets : cet article eſt cependant bien digne d'attention ; car ſuivant le devis eſtimatif que j'en ai fait, une travée coûte plus de mille écus & conſomme beaucoup de bois, matiere abſolument néceſſaire à la Marine, & qui devient de plus en plus rare.

Je crois me rappeller d'avoir vu dans quelques Ports d'Angleterre, qu'on avoit bâti ſur des chenaux des arcades en maçonnerie, qui ſervoient à retenir, au moyen d'étances, les mâts au fond de l'eau. Aſſurément, en ſuivant cette méthode, on remédieroit à tous les inconvénients dont nous avons parlé ; & ſi on ſe rencontroit dans des circonſtances où le ſol fût bon pour aſſeoir des fondations, & où les matériaux fuſſent communs, on pourroit n'être pas effrayé de ce que coûteroient ces arceaux, d'autant que le chenal n'étant point embarraſſé par des chevalets, pourroit être beaucoup plus étroit, ou tenir une plus grande quantité de mâts.

Autant que je puis me rappeller la conſtruction de ces arceaux, il faut ſe former l'idée de petits ponceaux détachés les uns des autres, & on fait enſorte que le milieu des mâts ſoit ſous chaque arceau. Mais ſans abandonner entiérement la diſpoſition des fermes de Rochefort, j'ai cru qu'on pouvoit avec peu de dépenſe les rendre moins ſujettes à réparations. L'épreuve en a été faite avec ſuccès, quoiqu'on n'ait pas donné

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 460 sur 651

à ce nouvel établiſſement une ſolidité ſuffiſante, parce qu'il n'étoit queſtion que d'une épreuve.

Il faut conſerver les chevalets tels qu'ils ſont pour toute la partie renfermée dans la maçonnerie. Les deux montants ou jumelles *A B* (*Planche XVIII, Fig. 2 & 3*) ſont coupés immédiatement au-deſſus de l'entre-toiſe *E*. On conſerve cette entretoiſe, ainſi que celle marquée *C* & la piece de Sapin *D*. Il n'y a point à craindre que ces bois pourriſſent, ni qu'ils ſoient endommagés par les vers, parce qu'ils ſont toujours à l'humidité, & qu'ils ſont renfermés dans un maſſif de maçonnerie. A la tête de chacune des jumelles *A* & *B*, ſont de forts étriers de fer *L L*, qui portent à leur milieu un œil dans lequel entre comme le corps d'un verrou *P P*, qui eſt aux angles *M* & *N* du triangle de fer *M N O*. En *O* eſt un fort crochet qui entre dans les maillons de la chaîne *Q*, qui paſſe par deſſus les mâts *I*, & n'a de longueur que la moitié de la diſtance qu'il y a d'un chevalet à un autre. Comme cette diſtance eſt de 9 à 10 pieds, il ſuffit que chaque bout de chaîne ait 5 à 6 pieds de longueur, & ces bouts de chaîne ſont terminés par un crochet pour les arrêter dans un maillon de l'autre chaîne. Les mâts ſont ainſi retenus ſous l'eau ; mais comme on entre les mâts dans les foſſes lorſque la mer eſt haute, on n'appercevroit point la tête des chevalets, & on auroit peine à les arranger, ſi l'on ne marquoit pas avec de mauvais eſparts, qui font l'effet de baliſe, les chevalets du commencement & de la fin de chaque travée. Il ſeroit peut-être encore plus commode d'avoir autant de petites bouées qu'il y a de chaînes, pour qu'elles indiquent où ſont les chaînes qu'on pourroit retirer en hâlant ſur une corde qui répondroit à la bouée de chaque bout de chaîne. Cette opétion étant faite, on laiſſera venir l'eau dans les foſſes, on fera entrer les mâts dans ces foſſes ; & ayant laiſſé retirer l'eau juſqu'à ce qu'il n'y en ait plus que ce qu'il en faut pour qu'ils flottent, on fermera la vanne, & on arrangera les mâts à peu près dans la ſituation où ils doivent reſter, ſe contentant de jetter les chaînes ſur les mâts pour les empêcher de ſe déranger.

Ce travail étant fini, on mettra les foſſes à ſec pour laiſſer les

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 461 sur 651

mâts ſe raſſeoir ſur le fond : alors on accrochera les chaînes les unes avec les autres, & le travail ſera fini ; à la premiere marée, on laiſſera entrer l'eau dans les foſſes.

Quand on voudra retirer un mât, après avoir mis les foſſes à ſec, on décrochera les chaînes qui le retiennent, on jettera ces chaînes ſur les mâts de la même travée qui doivent reſter en place. On laiſſera entrer l'eau dans les foſſes, & l'on retirera le mât avec d'autant plus de facilité que les foſſes n'étant plus embarraſſées par les chevalets, elles ne feront plus qu'un étang. Enfin on remettra encore les foſſes à ſec pour accrocher les chaînes ſur les mâts voiſins de celui qu'on aura retiré. Faiſons appercevoir les principaux avantages des fermes diſpoſées comme nous venons de l'expliquer.

1°, La premiere conſtruction conſommera beaucoup moins de bois, & ſera moins diſpendieuſe. 2°, Si les foſſes étoient garnies de chevalets comme le ſont celles de Rochefort, on pourroit ſe ſervir de la partie des chevalets qui entre dans la maçonnerie en rognant les jumelles à cette hauteur, comme on le voit (*Planche XVIII. Fig. 2 & 3*). 3°, Comme les bois ne s'alterent point dans l'eau, & comme la maçonnerie les mettra à couvert des vers, la partie de ces chevalets qui eſt en bois ne pourrira jamais. On ſait d'ailleurs, par beaucoup d'Expériences, que les fers durent long-temps dans l'eau de la mer lorſqu'ils ſont rarement expoſés à ſe deſſécher : ainſi ces chevalets exigeront peu de réparations, d'autant qu'ils ne ſeront point expoſés à être heurtés par les mâts, qui ébranlent les chevalets dont la tête s'éleve au-deſſus de l'eau.

Nous convenons qu'on n'éprouvera plus de difficultés à arranger les mâts avec les chaînes que lorſque les chevalets qui ſurpaſſent la ſuperficie de l'eau, mettent à portée de les diſpoſer entre les têtes de ces chevalets ; mais l'économie qu'on a fait appercevoir, doit faire paſſer ſur ces difficultés. Nous allons parler d'un autre inconvénient plus conſidérable, qu'on a eu occaſion de remarquer dans pluſieurs grands Ports.

On a conſervé long-temps des mâts dans les foſſes de Rochefort ſans qu'on ſe fût apperçu que les vers aquatiques,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 462 sur 651

ces vers qui dévorent les digues de Hollande & nos vaiſſeaux, y euſſent fait aucun dommage ; mais enfin ils en ont pris poſſeſſion, & pendant bien des années les radiers, les fermes & les mâts ont ſervi de retraite à ces inſectes, qui auroient enfin tout dévoré ſi l'on n'y avoit remédié.

En ſuppoſant que ces vers ſoient d'origine étrangere, & que ce ſoit le commerce des grandes Indes qui ait favoriſé leur tranſport, il faut qu'ils ſe ſoient bien accommodés de notre climat pour s'être multipliés ſur nos côtes au point où ils le ſont aujourd'hui. Ils ne ſont cependant pas en auſſi grande quantité par-tout. Il n'y en a que peu dans la vieille Darce de Toulon, tandis que la Darce neuve en eſt remplie. Une partie du Port de Marſeille en eſt preſque exempte ; on n'en a vu que très-peu dans les bois des Galeres, au lieu qu'il y en a dans la partie de ce même Port où ſont les vaiſſeaux Marchands. Il n'y en a point dans le Port de Rochefort, & ce n'eſt que depuis environ 40 ans qu'on s'eſt apperçu qu'ils faiſoient du déſordre dans les foſſes où l'on conſerve les mâts.

Vers l'année 1727, on s'apperçut preſque tout à coup que les vers dont nous parlons commençoient à endommager les mâts qui étoient dans les foſſes. M. de Barailh en avertit la Cour ; & pour arrêter ce déſordre, il fit ôter les mâts des foſſes, les fit diſtribuer dans des chenaux d'eau preſque douce le long de la riviere. Il fit ôter la vaſe qui s'étoit amaſſée dans les foſſes, & après avoir paré le pied des chevalets à l'erminette, il les fit couvrir de gaudron auquel on mit le feu, & par deſſus une nouvelle couche de gaudron. L'intention de M. Barailh, en faiſant ôter les vaſes, étoit de détruire la ſemence vermineuſe qu'il croyoit être en grande abondance dans la vaſe. En faiſant, pour ainſi dire, caréner le pied des chevalets, il eſpéroit attaquer les vers dans leur retranchement. En couvrant d'une couche de brai ces fermes ainſi chauffées, il comptoit empêcher que de nouveaux vers ne s'y logeaſſent. Nous ferons voir dans la ſuite qu'il ſe trompoit ; que la ſemence vermineuſe n'étoit point dans la vaſe. On ne pouvoit pas douter qu'en brûlant la ſuperficie du bois où étoient les vers, ceux de ces in-

ſectes qui reſſentoient l'ardeur du feu ne duſſent périr ; mais il eſt probable que cette chaleur n'agiſſoit pas bien avant dans des bois pénétrés d'eau ſalée, & qui par leur poſition ne permettoient pas de porter le feu où les vers étoient en plus grande quantité : pluſieurs Expériences nous ont fait connoître que la couche de gaudron qu'on mettoit au pied des fermes, & qui s'appliquoit mal ſur du bois mouillé, ne formoit qu'un foible obſtacle à l'introduction de nouveaux vers. Quoi qu'il en ſoit, comme dans de pareilles circonſtances il n'y a rien de pire que de reſter dans l'inaction, M. de Barailh fit exécuter toutes ces opérations avec beaucoup d'ardeur, & les mâts furent remis dans les foſſes. On ordonna ſeulement aux gardiens de renouveller l'eau des foſſes le plus fréquemment qu'ils pourroient, imaginant que cela pourroit être encore contraire à la multiplication de ces inſectes.

Il eſt bon de remarquer, (car c'eſt un fait dont nous ferons uſage dans la ſuite) qu'on fut très-ſurpris de trouver tous les vers morts dans les mâts qu'on tiroit des chenaux.

Quoique les principes qui guidoient M. de Barailh dans ſes opérations fuſſent faux, ils ne laiſſerent pas d'avoir quelque ſuccès ; car ſans ſavoir préciſément à laquelle de ces opérations on en étoit redevable, on fut preſque débarraſſé de cet inſecte pendant pluſieurs années : mais au commencement de 1736, l'allarme recommença, pluſieurs mâts ſe trouverent très-endommagés par les vers ; & les radiers, ainſi que les fermes, en étoient criblés.

On exécuta alors tout ce qu'avoit fait M. de Barailh, excepté qu'au lieu de mettre les mâts dans les chenaux, la plupart furent tirés à terre ; mais ce ne fut pas avec autant de ſuccès qu'en avoit eu M. de Barailh ; les vers reparurent bientôt. Peut-être s'étoient-ils beaucoup plus multipliés ; peut-être auſſi que M. de Barailh avoit été favoriſé par la ſaiſon : car on ſait que tous les inſectes ſe montrent très-abondants pendant pluſieurs années, & que tout d'un coup ils diſparoiſſent preſqu'entiérement. Les Auteurs qui ont écrit des vers à tuyau penſent qu'il en eſt ainſi de ces inſectes ; & je reçus il y a quelques années

une lettre de Hollande, dans laquelle un voyageur éclairé me marquoit que les vers dont il s'agit, y faiſoient moins de dommage qu'ils n'avoient fait les années précédentes. Quoi qu'il en ſoit, quand on s'appercevoit que les vers endommageoient les mâts, on les tiroit des foſſes; on les étendoit au bord de la riviere où le ſoleil les faiſoit fendre. Pour éviter cet inconvénient, on les remettoit dans les foſſes, d'où on les retiroit quand on s'appercevoit que les vers les endommageoient de nouveau; & cette manœuvre répétée, qui occaſionnoit de grands frais, nuiſoit beaucoup aux mâts. M. le Comte de Maurepas inſtruit de tous ces faits, & concevant que les moyens qu'on employoit tendoient à la deſtruction d'un grand approviſionnement de mâts du Nord d'une excellente qualité, me chargea d'aller à Rochefort, & me recommanda d'examiner avec toute l'attention dont je ſerois capable, s'il ne ſeroit pas poſſible de trouver un remede à ce mal, qui étoit des plus fâcheux.

Au Printemps de l'année 1738, quand j'arrivai à Rochefort, les vers ſe montroient en plus grand nombre que jamais dans les foſſes; j'allai ſouvent, avec les principaux Officiers du Département, viſiter les foſſes; & en faiſant parer à l'erminette différents mâts, nous trouvâmes que les vers avoient principalement attaqué le bois tendre; de ſorte que la cime des gros mâts étoit plus endommagée que le pied, où la trace des vers ſe trouvoit principalement dans l'aubier: rarement le cœur étoit endommagé, apparemment parce qu'on ne leur avoit pas donné le temps d'y pénétrer: car il eſt certain qu'à la longue ils auroient tout piqué. Mais ils commencent par attaquer le bois qui eſt moins dur & moins réſineux: c'eſt pour cette raiſon que nous trouvâmes que les eſparts étoient plus endommagés que les mâts.

Nous remarquâmes encore que la partie des mâts qui repoſoit ſur la vaſe, & celle du deſſus étoient moins endommagées que les côtés.

Nous trouvâmes les radiers des écluſes, & le pied des chevalets ſi remplis de vers, que preſque par-tout la ſomme des eſpaces occupés par les vers ſurpaſſoit de beaucoup celle où

les bois étoient reſtés ſains & entiers. Comme les vannes & empellements étoient à ſec depuis quelque temps, nous ne trouvâmes que des trous de vers & point d'inſectes.

Nous viſitâmes les chevalets ; & ayant fait démolir un peu de la maçonnerie, nous ne trouvâmes point de vers à la partie qui étoit toujours recouverte de vaſe, ou engagée dans la mâçonnerie. Il y avoit beaucoup de vers à la partie qui étoit toujours ſubmergée, & point à celle qui étoit toujours hors de l'eau.

En faiſant ces obſervations, chacun prétendoit appercevoir que l'origine des vers dépendoit de telle ou telle circonſtance ; les uns croyoient qu'ils ſe trouvoient en abondance dans les foſſes, parce qu'étant à l'entrée de la riviere, l'eau ſaumâtre leur étoit favorable : d'autres imaginoient que la ſemence vermineuſe ſe conſervoit dans la vaſe ; d'autres prétendoient que les vers ſortoient des radiers pour entrer dans les mâts, & qu'on en ſeroit exempt ſi on banniſſoit des foſſes les chevalets & les radiers : quelques-uns penſoient avoir remarqué qu'une eau courante étoit contraire aux vers : il paroiſſoit à d'autres qu'il falloit s'occuper de trouver un vernis qui empêchât les vers de pénétrer dans le bois. Je crus donc qu'il convenoit d'examiner ſéparément la valeur de ces idées.

M. le Comte de Maurepas ayant bien voulu, à ma ſollicitation, charger M. Dumeſnil Rolland, alors Lieutenant de Port, de m'aider dans cette recherche, nous crûmes qu'il falloit commencer par s'aſſurer s'il y avoit des endroits de la côte qui fuſſent exempts des attaques de ces inſectes. Voici ce qui réſulta d'un examen exact. Il ne s'eſt trouvé aucun ver dans le Port, ni le long de la riviere au-deſſus du Port, dans tous les chenaux qui y aboutiſſent, ſoit que l'eau y fût courante ou dormante, comme cela arrive dans quelques chenaux dont l'entrée eſt fermée par une écluſe.

Il y a encore au-deſſous du Port un eſpace aſſez conſidérable de la riviere qui eſt exempt de vers, puiſqu'il ne s'eſt trouvé aucun ver dans les membres du *Fougueux*, Vaiſſeau du Roi, qui échoua il y a plus de 30 ans ſur un écueil de la riviere preſque

vis-à-vis Soubiſe. A ſoixante toiſes au-deſſous du *Fougueux*, un Pilote dragua, à peu près dans le même temps, deux pieces de bois de Chêne de 30 pieds de long, qui probablement étoient depuis bien long-temps au fond de l'eau : elles ſe trouverent exemptes de la plus legere attaque de vers ; toutes les baliſes, les perches des pêcheurs & les pieux ſe trouverent abſolument ſains juſqu'à une petite diſtance au-deſſus des foſſes.

Mais voici une obſervation qui mérite attention, & dont nous eſpérons dans la ſuite tirer des conſéquences avantageuſes pour la conſervation des mâts. On trouva dans le lit de la riviere, preſque vis-à-vis les foſſes, des pieux qui n'étoient point du tout piqués des vers, pendant que les pilotis de l'ancien radier extérieur de la foſſe de l'Iſlot, de même que les reſtes de ceux qui étoient ci-devant à l'entrée des autres foſſes, en étoient remplis, quoique ces bois fuſſent ſubmergés du même montant que les perches. Ce fait paroît ſi ſingulier qu'on ſeroit porté à douter de l'exactitude de l'obſervation : déja quelques-uns en concluoient que la ſource des vers étoit dans ces foſſes même. Nous aurions fort ſouhaité que cela eût pu être, puiſque nous ſerions parvenus à les détruire en tenant les foſſes un temps aſſez conſidérable à ſec pour faire périr tous les vers : mais les obſervations que nous allons rapporter prouvent inconteſtablement le contraire ; & pour appercevoir la cauſe phyſique de ce fait, il faut être inſtruit de quelques circonſtances particulieres qui dépendent de la ſituation du terrein.

Le reflux de la marée eſt conſidérable à cet endroit de la riviere ; cette eau qui remonte contre le courant naturel de la riviere eſt fort ſalée, au lieu que l'eau qui coule dans le lit, lorſque la marée eſt retirée, eſt preſque douce. Or les foſſes aux mâts, de même que les radiers qui ſont à leur entrée, ne peuvent, à cauſe de leur élévation, recevoir que de l'eau ſalée qui vient par la marée qui y reſte dans de petites mares, au lieu que les perches exemptes de vers étant plus baſſes, ſe trouvent, lorſque la mer eſt retirée, dans une eau preſque douce. Or il commence a être prouvé par les obſervations faites le long de la riviere, que les vers ne peuvent ſubſiſter dans

dans l'eau douce ; & nous le démontrerons d'une façon inconteſtable. Ce fait ſi ſingulier étant vu de près n'offre donc rien que de très-naturel. Je reviens à l'examen de la riviere au-deſſous des foſſes dans la rade & le long de la côte.

Les deux baliſes qui ſont entre l'iſle Madame & l'iſle Daix, ſur la Moucliere & la Sabliere, étoient remplies de vers. A la partie du Nord-Oueſt de l'iſle Daix, on trouva une piece de Sapin plantée au plus bas de la mer, elle étoit abſolument détruite par les vers. A la Rochelle, dans une eſpece de foſſe aux mâts, appellée par les gens du pays *un Abbateau*, il y avoit 60 ou 80 mâts entiérement rongés par les vers. Au-deſſus de cette foſſe, il y en a une autre qui n'en eſt ſéparée que par une chauſſée, & qui ſe trouva exempte de vers. Cette foſſe plus élevée ne peut recevoir l'eau de la mer que cinq ou ſix mois de l'année par des intervalles qui dépendent des marées plus ou moins rapportantes : le reſte de l'année cette foſſe ne recevant que l'eau des pluies qui y arrive en aſſez grande abondance par des ravines qui y aboutiſſent, & qui ne ſuffiſent pas pour y entretenir l'eau, elle reſte de temps en temps à ſec ; quelquefois elle eſt remplie d'une eau douce ou preſque douce : voilà à quoi on peut attribuer la privation des vers.

Les vaiſſeaux échoués qui forment la digue de la Rochelle, la baliſe qui marque l'entrée du chenal, les faſcines même étoient criblées de vers. Une carcaſſe qui ſubſiſte depuis longtemps à Enande, & une autre qui eſt ſur l'écueil nommé *Lavardin*, les défenſes qui ſont à l'entrée du Port de S. Martin, de l'iſle de Ré, tous ces bois ſont remplis de vers. Il n'eſt donc pas douteux que ces inſectes ſe trouvent en grande abondance au bas de la riviere, dans la rade & le long de la côte. Ainſi ce n'eſt point un inſecte qui ne ſubſiſte que dans les foſſes aux mâts, & qui ne ſe plaiſe que dans l'eau dormante : on apperçoit encore que l'eau ſalée eſt celle qui lui plaît le plus. Pour en être encore plus certain, je convins avec M. Dumeſnil qu'on renouvelleroit les baliſes qui marquent les écueils & qui étoient remplies de vers ; & qu'en les conduiſant à la remorque derriere une chaloupe, on les dépoſeroit en différents endroits de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 468 sur 651

la riviere, pour examiner comment les vers ſe comporteroient dans ces différentes poſitions.

Ayant enlevé quelques copeaux à une de ces baliſes qu'on avoit remorquée juſques vis-à-vis l'entrée du Port, on trouva que les tuyaux de la ſuperficie qui étoient remplis de vers en partant de la rade, étoient vuides, apparemment parce que l'eau douce avoit déja agi ſur eux; mais en hachant plus profondément, on trouva les trous remplis de vers. On mit quelques-uns de ces vers ſur du papier; ils s'y deſſécherent: on en mit dans de l'eau douce, ils s'y fondirent en très-peu de temps, & devinrent comme un mucilage qui nâgeoit à la ſurface; & il n'étoit reſté intact que le caſque de la tête. On en mit dans l'eau ſalée; ils noircirent d'abord auprès de la tête, & ils ne ſe fondirent pas comme dans l'eau douce. Ils furent racornis par le vinaigre, & on en conſerva dans de l'eau de vie, la bouteille étant bien bouchée.

Cette piece reſta à l'air; on en amarra une au milieu de la riviere vis-à-vis l'avant-garde; une autre fut dépoſée dans un chenal où l'eau eſt ſaumâtre, parce qu'il ne reçoit l'eau qu'à la haute mer: une autre vis-à-vis le Fougueux, & une autre au-deſſous des foſſes aux mâts & de la fontaine Lupin. Les vers qui avoient été dépoſés vis-à-vis l'avant-garde, & qui de l'eau de mer ſe trouvoient tranſportés dans l'eau douce, périrent les premiers; ils étoient fondus, & on ne trouvoit dans les tuyaux que le caſque.

A la piece qui étoit à terre, les vers qui avoient conſervé leur eau, à cauſe de la diſpoſition des tuyaux, étoient encore exiſtants: les autres étoient pourris. Dans le chenal d'eau ſaumâtre, les vers devinrent bientôt mollaſſes; mais ils n'avoient pas été détruits auſſi promptement que dans l'eau douce.

Les baliſes qui avoient été dépoſées le long de la riviere n'ayant pû être viſitées que 15 jours après, les vers étoient entiérement détruits vis-à-vis le Fougueux; quelques-uns exiſtoient encore vis-à-vis les foſſes aux mâts; mais tous étoient en très-bon état au-deſſous de la fontaine Lupin, où l'eau eſt toujours ſalée.

S'il y a moins de vers dans la vieille Darce de Toulon que

dans la nouvelle, c'eſt qu'il ſe rend beaucoup d'eau douce dans cette vieille Darce; & il y auroit encore moins de vers, ſi l'on fermoit la communication de cette Darce avec la nouvelle. Si dans le Port de Marſeille, il y a moins de vers du côté où l'on amarre les galeres, que dans la partie du Port où ſont les vaiſſeaux Marchands; c'eſt qu'il ſe rend des eaux douces & des égoûts de ſavonnerie dans cette partie, & que n'y ayant point de marée dans la Méditerranée, le mélange de l'eau douce avec l'eau ſalée ſe fait plus lentement que dans les Ports de l'Océan.

S'il n'y a point de vers dans le Port de Rochefort, & ſi les vaiſſeaux qui y entrent chargés de vers, ſont bientôt délivrés de ce fléau; c'eſt parce qu'à la mer baſſe, les vaiſſeaux ſe trouvent dans l'eau douce.

On a encore pris des bois remplis de vers; & les uns ont été retenus couchés ſur la vaſe, les autres y ont été enterrés verticalement comme des pieux: au bout de quelques jours, tous les vers étoient pourris à la partie qui étoit recouverte de vaſe, pendant que ceux qui étoient au-deſſus de la vaſe & dans l'eau ſalée, étoient très-vivants. Il eſt donc certain que la vaſe préſerve les mâts d'être endommagés par les vers, & qu'elle n'en contient pas une ſource intariſſable, comme pluſieurs le penſoient. Par conſéquent on fait bien d'enfouir à Breſt les mâts dans la vaſe.

Feu M. Boyer, Conſtructeur des Vaiſſeaux du Roi à Toulon, m'a aſſuré qu'il avoit vu en quelques endroits, &, ſi je ne me trompe, dans la Biſcaye, conſerver les mâts dans le ſable imbibé d'eau ſalée. Il eſt fâcheux que cette méthode ſoit difficile à pratiquer, & qu'elle exige beaucoup de frais pour tirer les mâts de ce ſable. Mais il eſt très-évidemment prouvé que les vers ne peuvent ſubſiſter dans l'eau douce; que cette eau eſt pour eux un poiſon plus efficace que l'air: d'où l'on peut conclure qu'on détruiroit les vers des foſſes, ſi l'on y introduiſoit de l'eau douce, & M. Dumeſnil a prouvé que cela étoit poſſible; mais outre que l'exécution de ce projet exigeroit beaucoup de dépenſe, il y auroit à craindre que l'eau douce ne fût pas auſſi propre à

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 470 sur 651

la conſervation des mâts que l'eau ſalée pour les raiſons que nous avons rapportées plus haut. Auſſi M. Dumeſnil ne propoſoit-il que de mettre de temps en temps l'eau douce dans les foſſes ; & aſſurément on ſeroit parvenu à préſerver les mâts d'être attaqués par les vers ſans beaucoup altérer leur qualité. Mais comme le canal qu'il auroit fallu faire pour prendre l'eau de la riviere aſſez haut pour qu'elle fût douce, & la conduire aux foſſes, auroit été conſidérable, nous avons eſpéré qu'en étudiant avec plus de ſoin la maniere dont les vers attaquent les bois, nous pourrions découvrir un moyen de les détruire avec moins de frais ; nous avons donc entrepris de nouvelles Expériences qu'il faut rapporter.

On a planté tous les quinze jours deux pieux dans un endroit où nous étions certains qu'il y avoit beaucoup de vers ; & toutes les fois qu'on plantoit de nouveaux pieux, on examinoit ſi ceux qui avoient été mis en place auparavant, étoient attaqués par les vers ; par cette épreuve, que nous avons continuée une année entiere, nous avons très-évidemment reconnu que les vers n'attaquoient point les bois en Janvier, en Février, en Mars, en Avril & en Mai ; ils ont commencé à les attaquer en Juin, encore plus ſenſiblement en Juillet & en Août, & ils ont ceſſé vers la mi-Septembre ; en Octobre, Novembre & Décembre, plus de ravage.

Il eſt à propos d'être prévenu que la ſaiſon où les vers commencent & où ils finiſſent d'endommager les bois, varie ſuivant la température de l'air chaud ou froid ; de ſorte que dans des climats plus chauds que Rochefort, en Provence, par exemple, & en Italie, ils peuvent commencer à attaquer les bois dès la fin d'Avril, & continuer juſqu'au commencement d'Octobre, pendant qu'à Breſt le temps du déſordre commence plus tard & finit plutôt. Quoi qu'il en ſoit, ayant reconnu que l'on n'avoit rien à craindre des vers à Rochefort pendant huit mois, je propoſai à M. de Maurepas d'ordonner qu'on rétabliroit les écluſes, & que pendant les quatre mois critiques on donneroit ordre au gardien de tenir tous les huit jours, d'une marée à l'autre, les foſſes à ſec ; après quoi on remettroit l'eau

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 471 sur 651

dans les foſſes. Les mâts ſe couvrent naturellement d'une couche de limon aſſez mince : c'eſt apparemment ſur cette couche que ſe dépoſe le frai de ces vers, qui d'abord n'eſt qu'un glaire très-délié : un coup de ſoleil, une riſée de vent, une petite pluie, ſuffiſent pour faire périr cette ſemence vermineuſe ſans que le hâle puiſſe agir ſur les mâts & les endommager, parce que la ſéchereſſe ne pourroit en un auſſi court eſpace de temps agir que ſur le limon, ou ſur les premieres couches d'aubier. Les ordres furent donnés & exécutés ; & étant retourné deux ans après à Rochefort, je trouvai les mâts abſolument exempts de vers, excepté au fond du fer à cheval qui ne deſſéchoit pas & où il reſtoit une lame d'eau d'environ 6 pouces d'épaiſſeur : la partie des mâts qui reſtoit mouillée par cette eau, étoit attaquée des vers pendant que le reſte en étoit exempt, ainſi que tous ceux de la foſſe noire & de l'Iſlot, de même que ceux des deux branches du fer à cheval. Je ne ſai pas ſi on a ſuivi aſſidument cette méthode ; mais il eſt très-bien prouvé que ſans occaſionner aucune dépenſe, elle a fourni pendant pluſieurs années un très-bon moyen de conſerver les mâts.

Nos Expériences prouvent encore que la méthode qu'on ſuit à Breſt eſt fort bonne. A l'égard de Toulon, je voudrois qu'on établît des foſſes dans des eſpeces de marais qui ſont derriere la vieille Darce, & qu'on y conduisît aſſez d'eau douce pour affoiblir la ſalûre de l'eau, & la rendre pernicieuſe pour ces inſectes ; ce qui ſeroit facile, non-ſeulement parce qu'il y a beaucoup d'eau douce aux environs de Toulon ; mais encore parce qu'on pourroit profiter des ravines conſidérables qui viennent des montagnes.

A l'égard des mâts travaillés, j'ai déja dit qu'il ne convenoit pas de les mettre dans l'eau, & tout ce qu'on peut faire de mieux, eſt de les mettre en chantier ſous des hangars frais & ſecs, & de les couvrir d'une couche de graiſſe qu'il faut renouveller de temps en temps.

J'ai fait beaucoup d'Expériences pour reconnoître ce qu'on pourroit eſpérer des vernis, eſpalmes ou corrois, pour défendre les bois de l'attaque des vers. La moindre couche réſineuſe n'eſt

point attaquée par les vers, & elle garantit les bois qui en ſont recouverts, pourvu qu'elle les couvre exactement par-tout; mais ils ſavent s'introduire par la moindre fente, par le moindre éclat; & les mouvements du vaiſſeau, l'abordage des canots & chaloupes, le frottement du cable en occaſionnent néceſſairement, & en occaſionneroient quand ces enduits ſeroient durs comme du fer: d'ailleurs il y en a qui ſe réduiſent en terre à force de reſter dans l'eau. On trouvera dans le Livre ſuivant des Expériences qui ont encore rapport aux mâts, & qui prouvent la vérité de pluſieurs choſes que nous avons avancées dans celui-ci.

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre quatrieme.

PLANCHE XVI.

LA FIGURE 1 repréſente deux rames, l'une *A* vue par le tranchant, & l'autre *B* par le plat de la pelle. *f g* eſt la longueur de la rame. En *g* eſt la poignée par laquelle le principal rameur, qu'on nomme *Vogue-avant*, la ſaiſit pour voguer; *e* eſt la manuelle que ſaiſiſſent les rameurs; *d* eſt le corps de la rame vis-à-vis la manuelle; *c c* ſont les jumelles qu'on met pour empêcher que la rame ne s'uſe à ſon point d'appui; *b d* eſt ce qu'on nomme le *genou*; *a* eſt la pelle.

La Figure 2 repréſente une vergue formée de quatre pieces aſſemblées les unes avec les autres. *Figure* 3, *a b* ſont les deux bouts de cette vergue. On les voit aſſemblées l'une avec l'autre à la *Fig.* 4; & les endents qu'on apperçoit depuis *c* juſqu'en *d* ſont recouverts par la jumelle *Fig.* 5, de telle ſorte que les endents qui engrenent les uns dans les autres empêchent les pieces *a b Fig.* 3 de ſe ſéparer.

PLANCHE XVII.

LA FIGURE 1 repréſente la foſſe noire.

La Figure 2 eſt la foſſe de l'Iſlot.

La Figure 3 eſt celle du fer à cheval. *A* repréſente les travées qui ſont compoſées de cinq fermes *c*, qui chacune ſont formées de cinq chevalets *b*. *B* repréſente l'endroit où ſont les portes d'écluſe pour recevoir l'eau dans les foſſes, & la retenir à volonté.

PLANCHE XVIII.

LA FIGURE 1 repréſente une travée plus en grand. *C C* ſont autant de fermes compoſées chacune de cinq chevalets *b*, qu'on voit repréſentés en grand ſur la *Planche XIX.*

La Figure 2 repréſente un chevalet compoſé de deux jumelles *A B*, & qui eſt coupé à la hauteur de la maçonnerie en *P P*. *C* repréſente l'entre-toiſe d'en-bas ſur laquelle repoſe la piece de Sapin, ou le *giſant D*. *E* eſt l'entre-toiſe qui eſt placée au-deſſus du *giſant*. *L P M N O* repréſente la ferrure qui ſert à retenir les chaînes *Q*, qui aſſujettiſſent le mât *I*.

La Figure 3 repréſente le même chevalet vu dans un autre ſens, & les différentes pieces ſont indiquées par les mêmes lettres.

PLANCHE XIX.

CETTE Planche repréſente les chevalets tels qu'ils ont été établis dans les foſſes de Rochefort.

FIGURE 1. *A A*, *B B*, ſont les deux montants ou jumelles. *C*, l'entre-toiſe d'en-bas. *D*, la piece de Sapin, ou le *giſant*. *E*, l'entre-toiſe d'en-haut qui eſt placée au-deſſus du *giſant*. Toutes ces pieces ſont renfermées dans un maſſif de maçonnerie. *I*, le mât qui repoſe ſur cette maçonnerie. *H* eſt une piece de bois quarrée qu'on nomme *Traverſin*, qui aſſujettit les mâts ſous

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 474 sur 651

l'eau. *K* eſt une étance qui s'appuie par ſon bout d'en-haut ſous l'entre-toiſe *F*, & par ſon bout d'en-bas ſur le traverſin *H. G* eſt un chapeau qui lie la tête des jumelles, & les défend d'être pénétrées par l'eau de la pluie.

La Figure 2 repréſente la même ferme vue dans un autre ſens, & les objets ſont indiqués par les mêmes lettres.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 475 sur 651

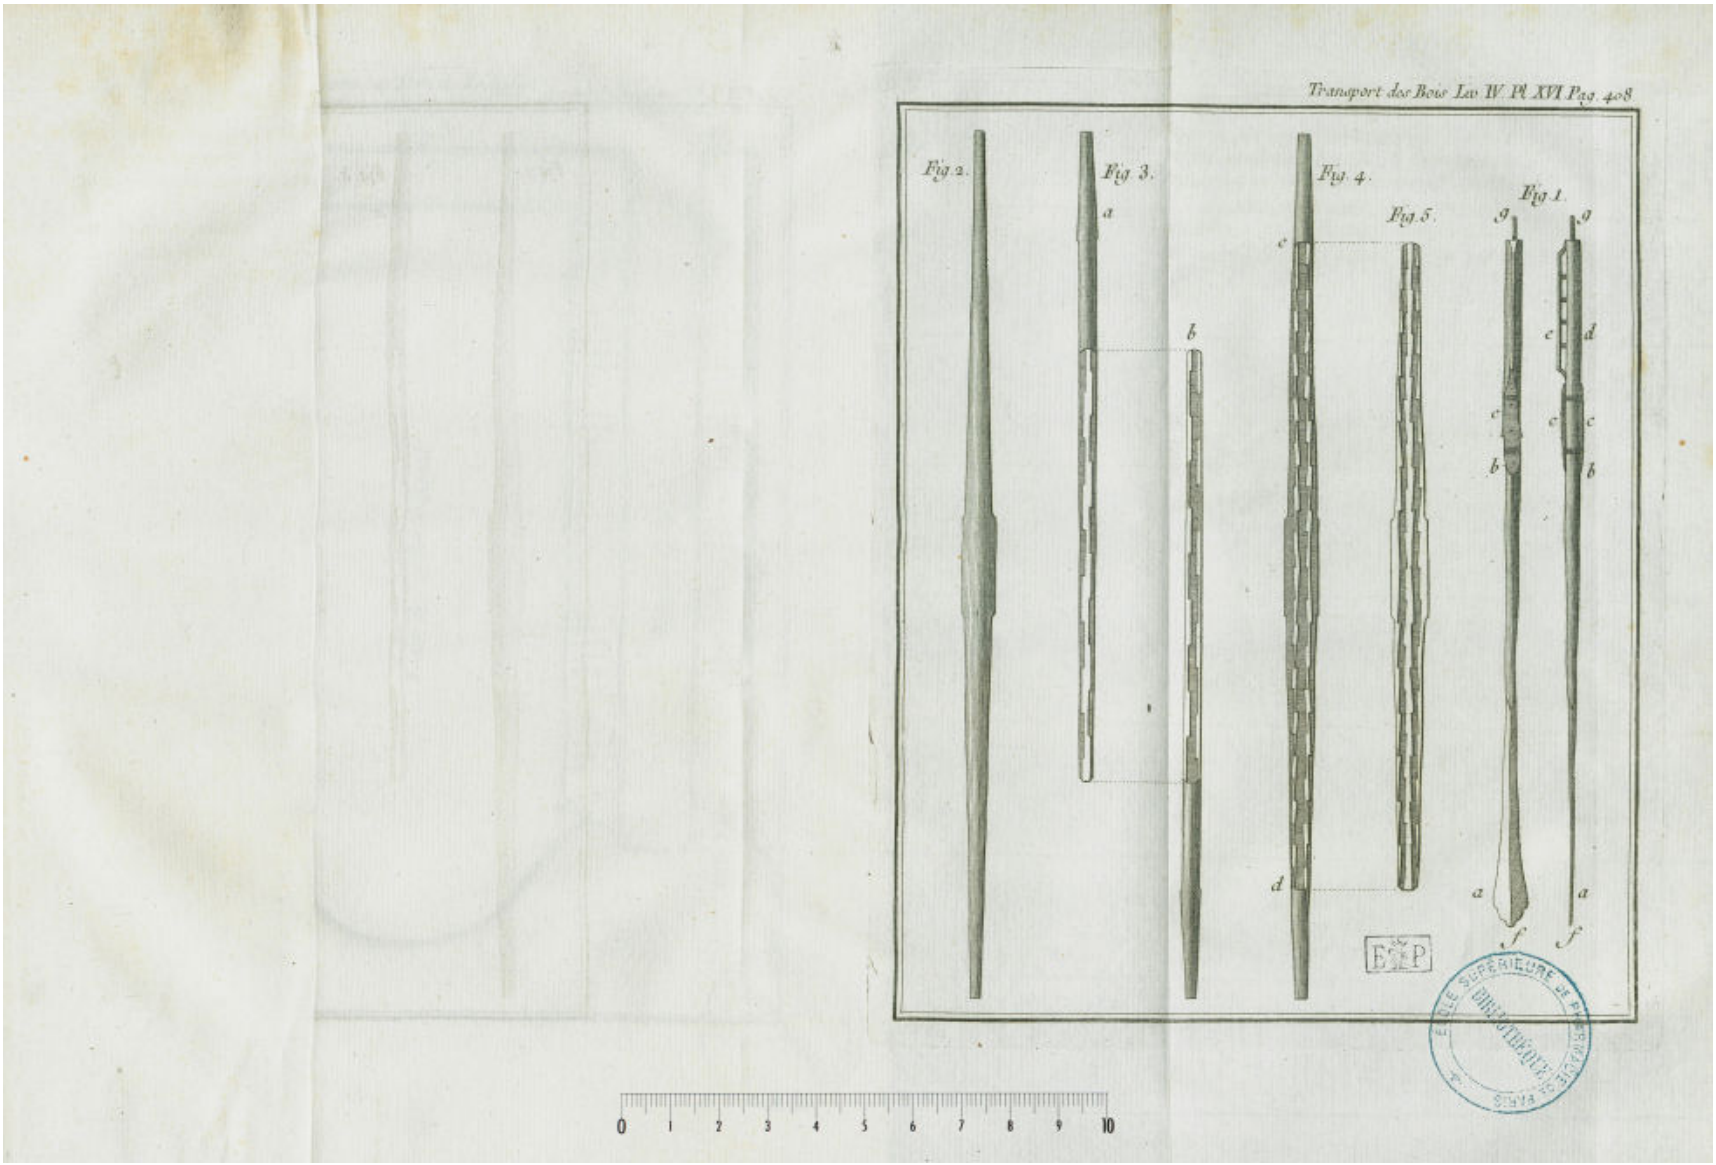
Transport des Bois Liv IV. Pl. XVI Pag. 408
Fig. 2.
Fig. 3.
a
b
Fig. 4.
c
d
Fig. 5.
Fig. 1.
g
c
d
b
f
a
E & P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

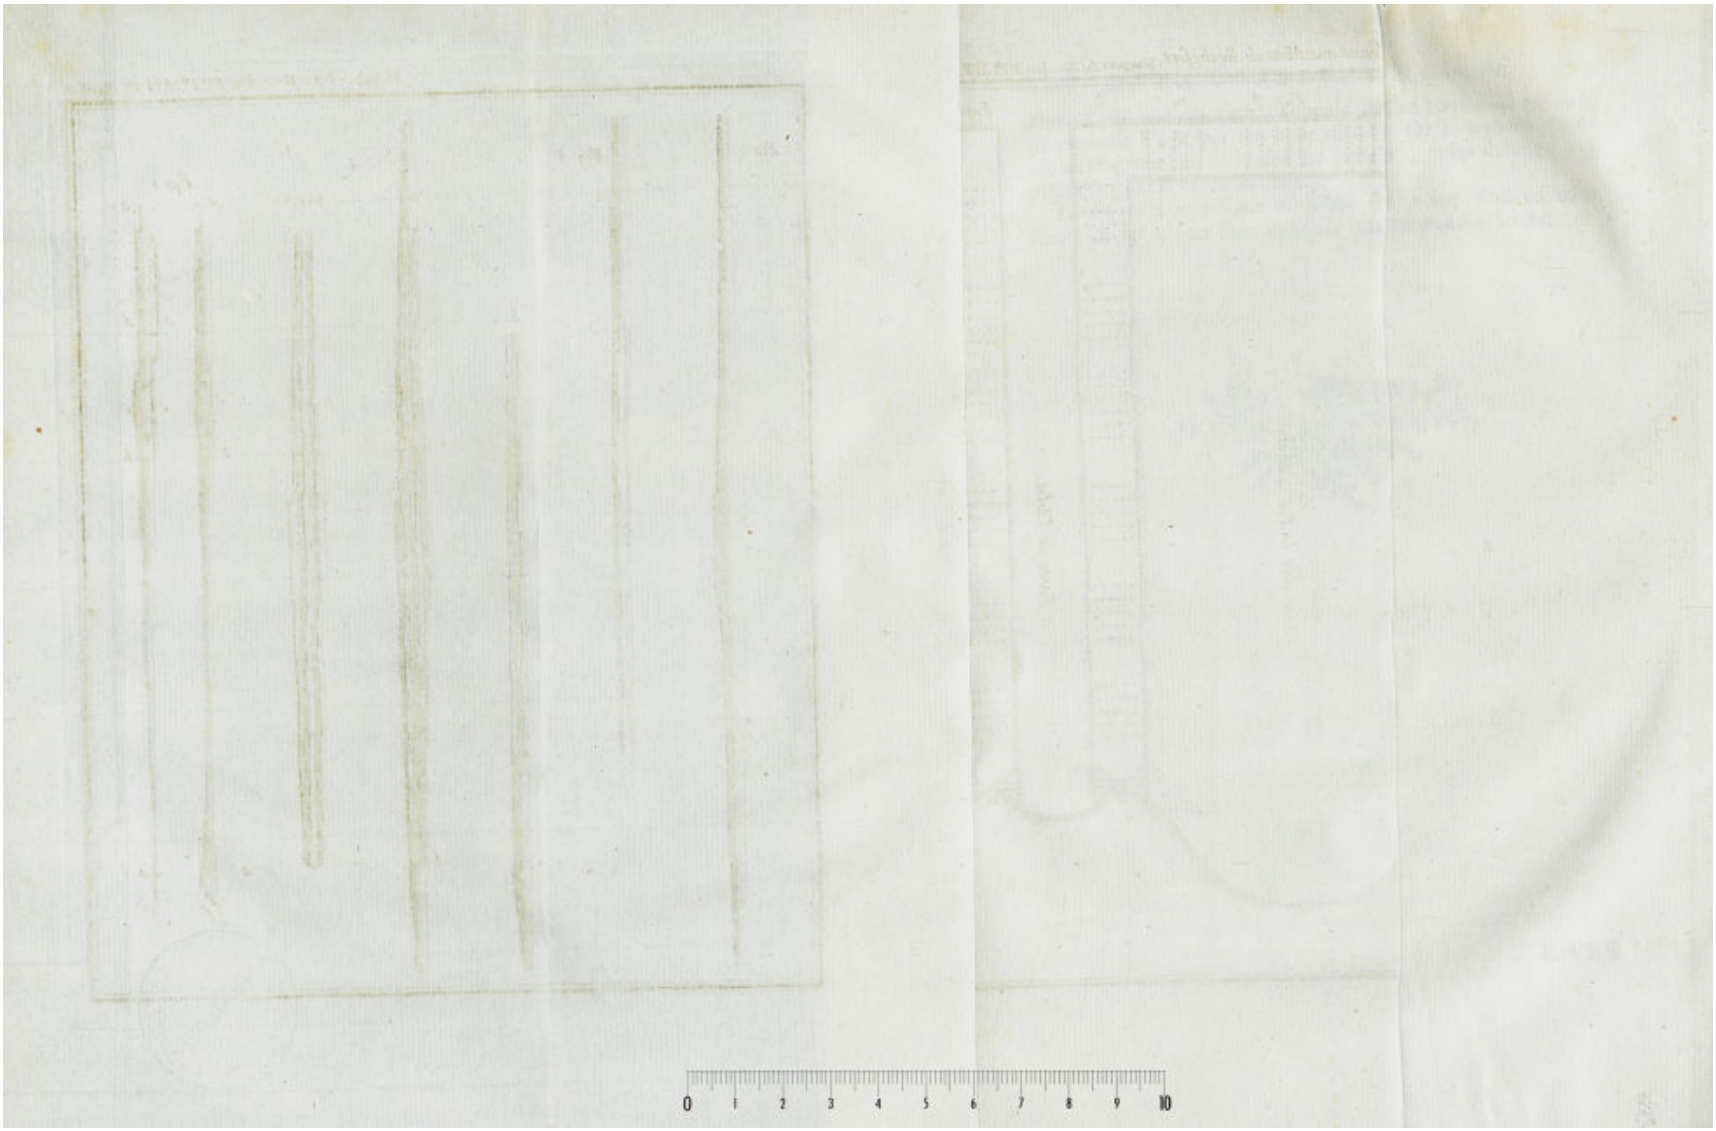
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

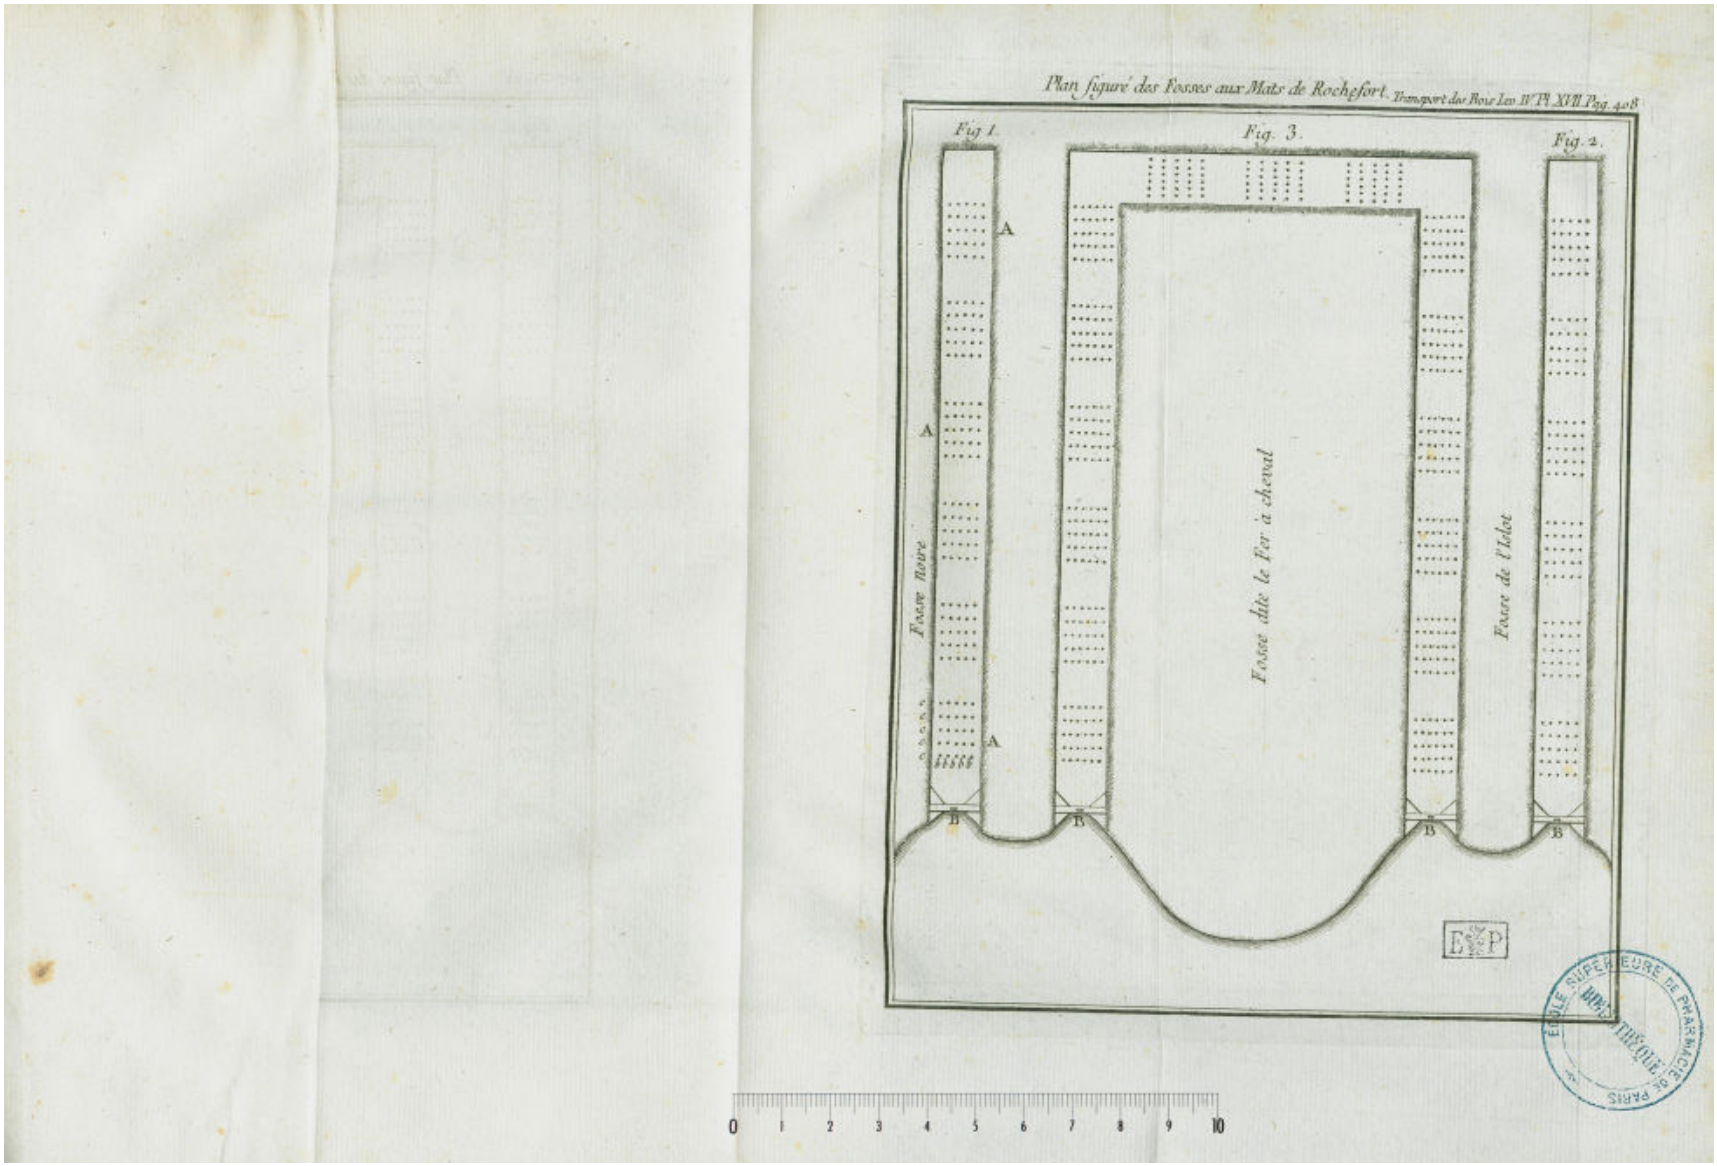

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE

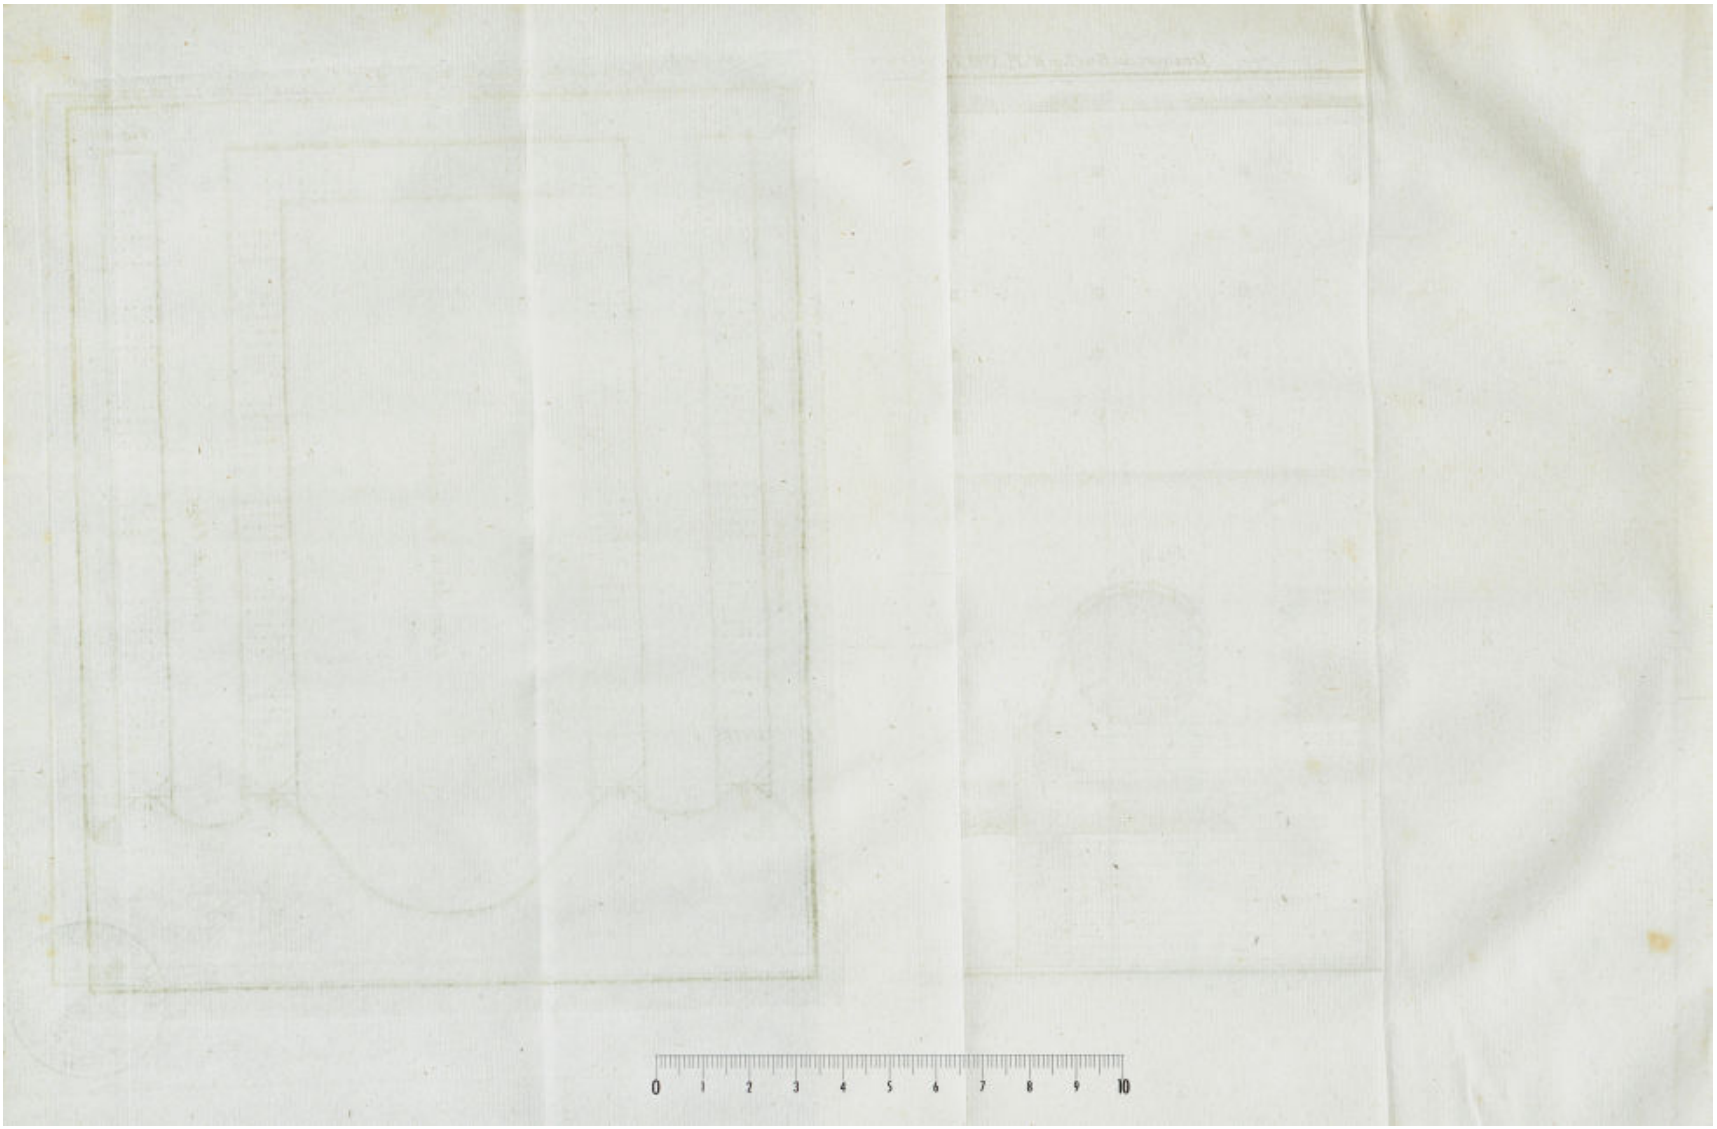
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

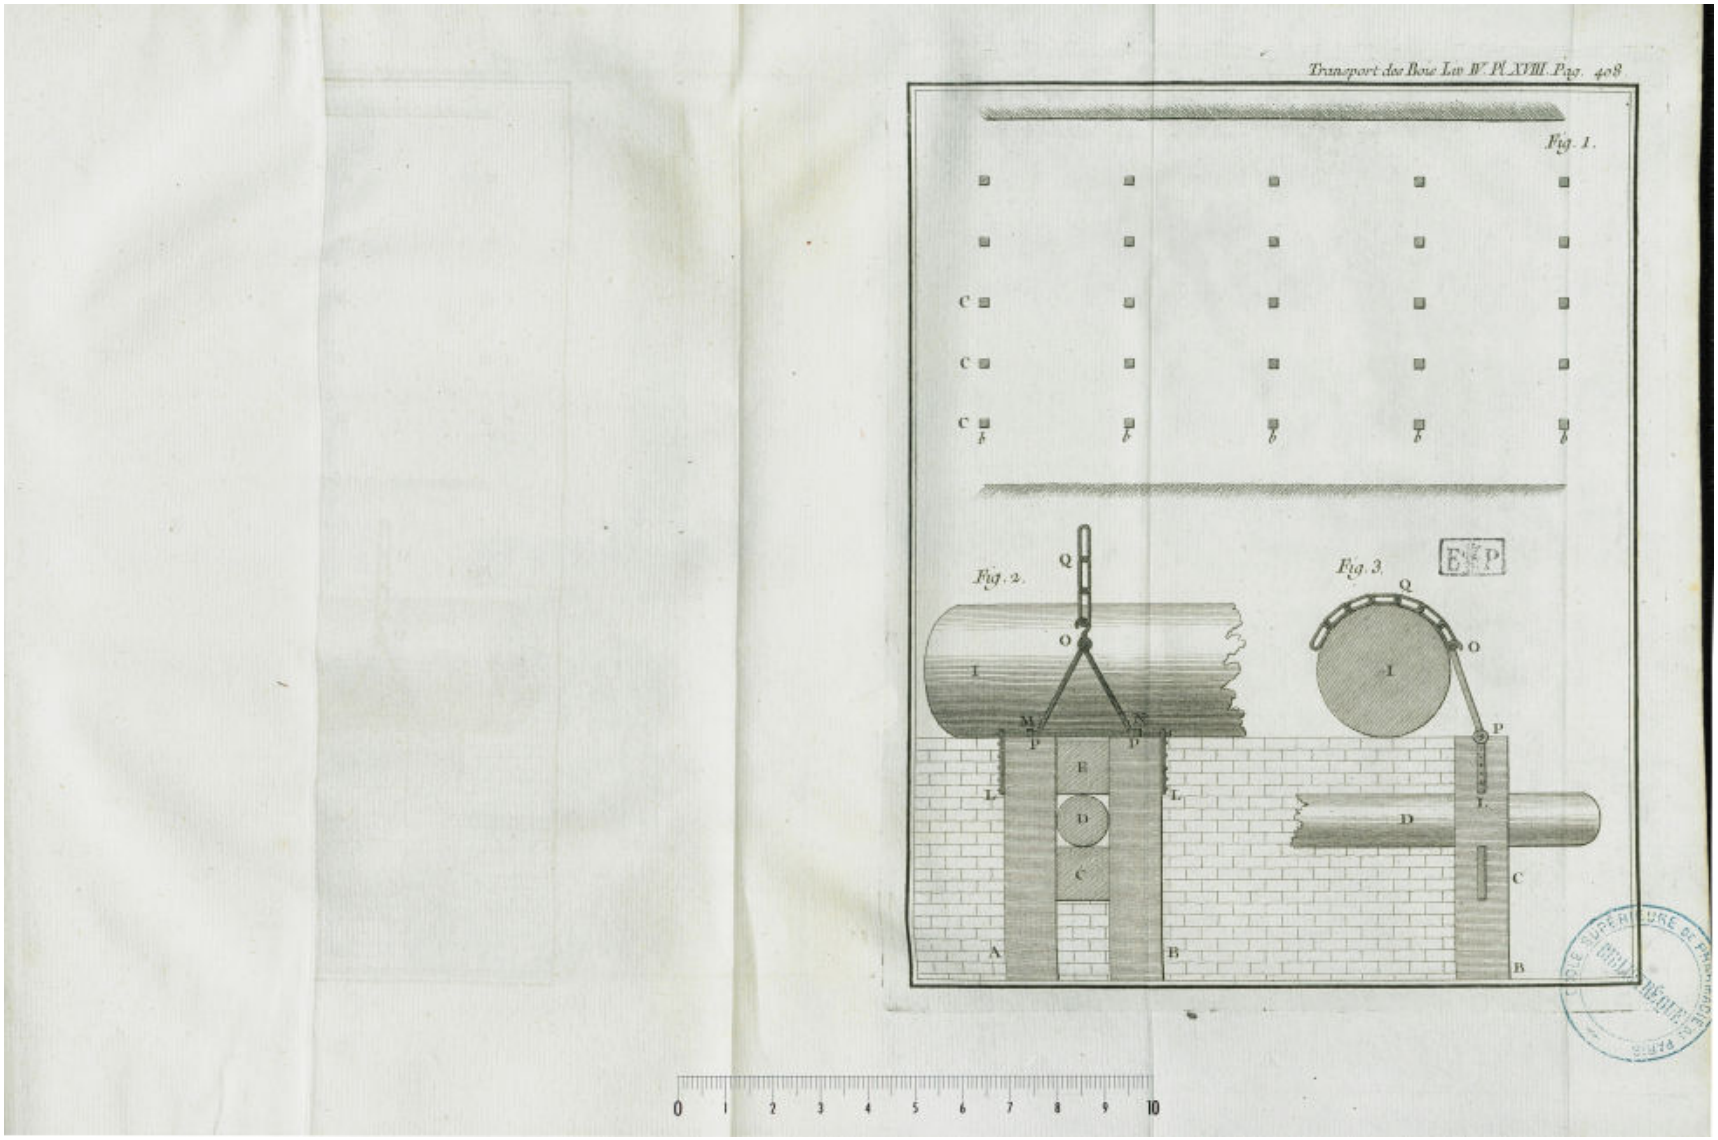
Transport des Bois Liv. IV. Pl. XVIII. Pag. 408
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
E P
Q
O
I
M
N
P
L
B
D
C
A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

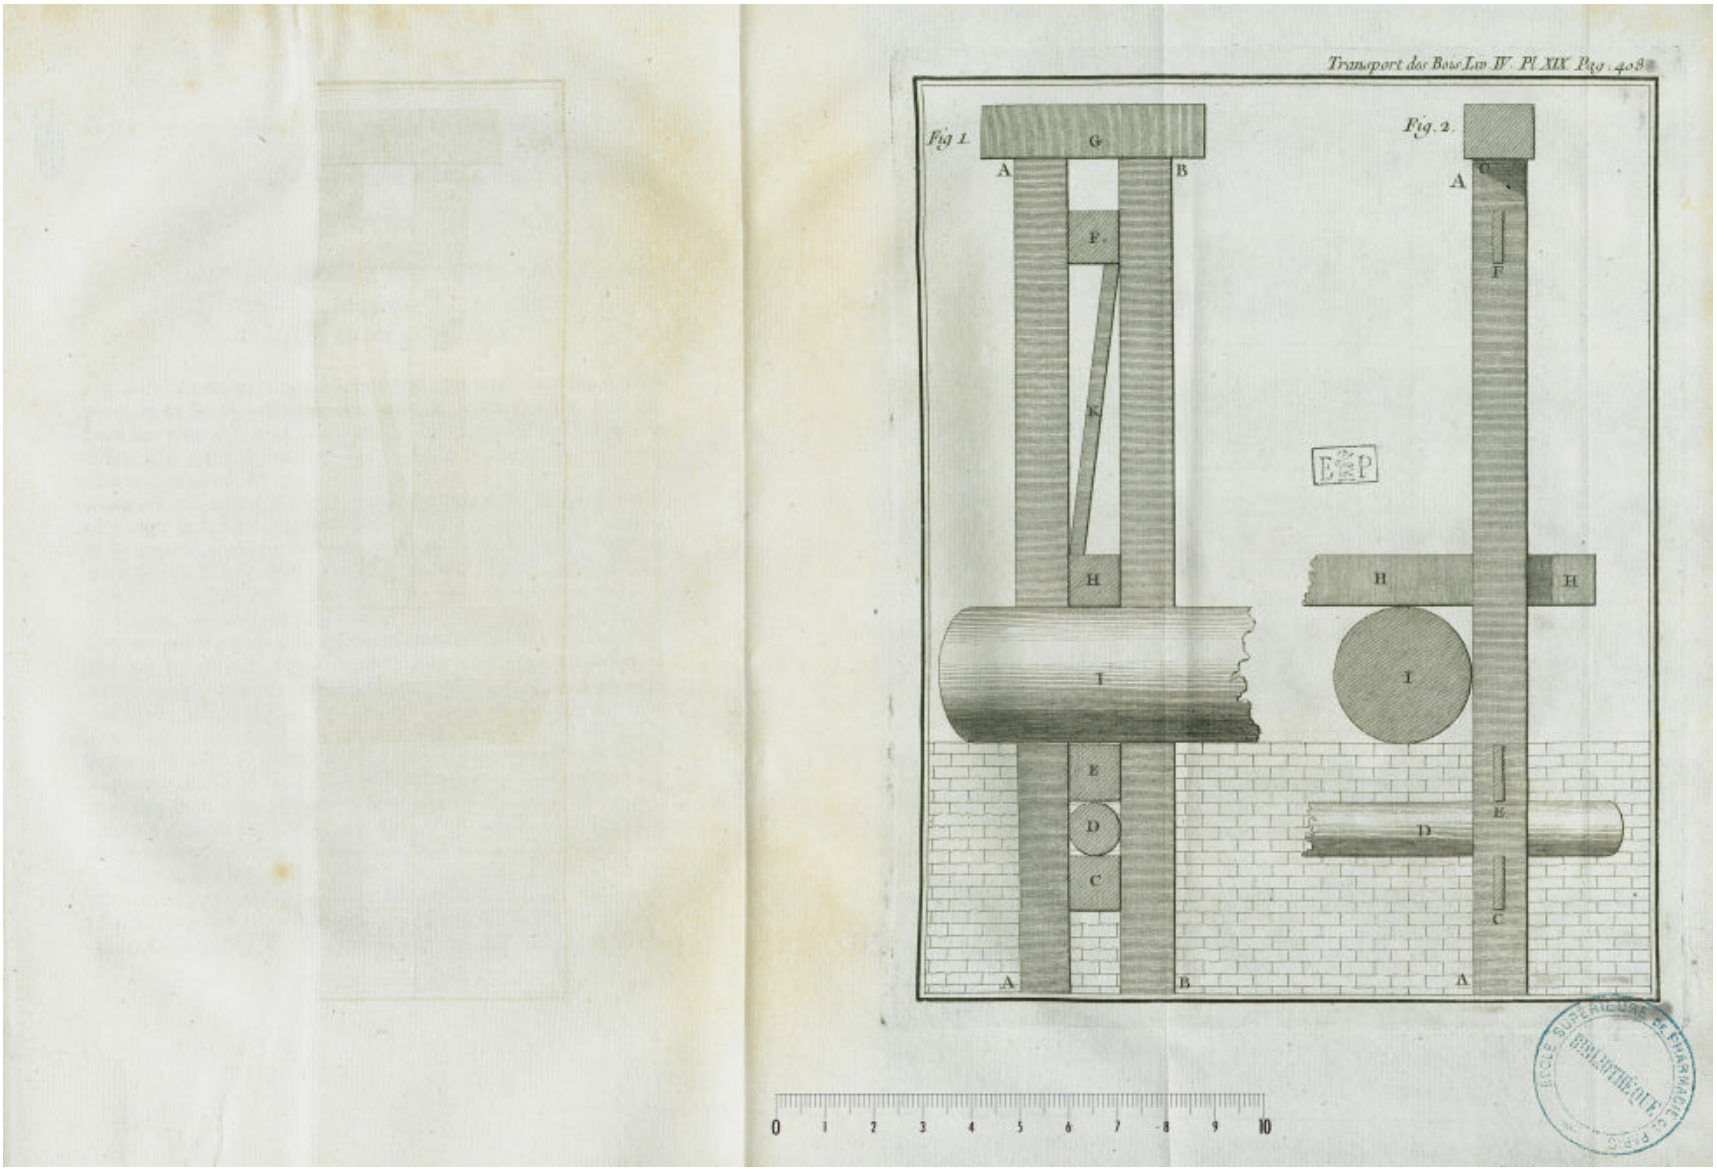
Transport des Bois Liv IV. Pl XIX. Pag. 408
Fig 1.
Fig. 2.
G
A
B
F
K
H
I
E
D
C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LIVRE CINQUIEME.

De la Force des Bois, ſoit d'une piece, ſoit d'aſſemblage, les uns & les autres de différentes groſſeurs.

NOUS avons principalement porté nos vues dans les Livres précédents ſur la peſanteur des bois; & il eſt ſenſible que les bois les plus peſants ayant plus de matiere réſiſtante dans un même eſpace, doivent être les plus forts & les meilleurs. Nous avons cependant dit que cela ne pouvoit être que lorſque les matieres qui augmentent le poids ſont capables d'agir de concert avec le reſte de la maſſe pour rendre le tout plus réſiſtant; & le contraire arrive ſouvent, comme le prouvent quelques-unes de nos Expériences. Un ſoliveau qui ſort de l'eau eſt plus peſant qu'un ſoliveau qui eſt ſec : cependant il eſt moins dur; on le coupe, on le ſcie plus aiſément; il eſt moins fort; il plie ſous un poids que l'autre ſoutient. Une des qualités du bois qui indique le mieux ſa bonté ſemble donc conſiſter dans ſa force : cette regle, quoique généralement vraie, ſouffre cependant quelques exceptions relativement à l'uſage qu'on veut faire des bois; puiſque nous avons dit plus d'une fois que certains bois légers, tendres & aſſez fragiles, le Cédre, le Génévrier, le Cyprès, réſiſtent beaucoup plus long-temps à la pourriture, que des bois plus peſants tels que le Chêne, le Hêtre, &c. Mais il n'en eſt pas moins vrai que, pour quantité de ſervices, les bois les plus forts ſont les meilleurs; & quand il s'agira de comparer des bois d'un même genre, la regle ſouffrira encore moins d'exceptions : on pourra dire que toute choſe étant égale d'ailleurs, la force eſt à peu près proportionnelle à la peſanteur. Cela poſé, il eſt clair qu'il n'y a que des Expériences

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 484 sur 651

exactes, & exécutées avec tout le ſoin poſſible, qui puiſſent déterminer le degré de force qui appartient à chaque nature de bois ; & ce ſera le plus ou le moins de force, qui fera juger de leur bonne ou de leur mauvaiſe qualité. Car aſſez ſouvent pour les charpentes, les conſtructions, les machines, on tire avantage de la force du bois, leur principal uſage étant de ſupporter des fardeaux. Nous avons déja eu recours à la méthode de faire rompre des barreaux pour reconnoître leur force, particuliérement dans ce Volume, Livre II, Chap. V. Art. X. Mais dans ce Livre V, nous nous occuperons uniquement de la Force des Bois.

Avant que d'entamer le détail de nos Expériences, il eſt bon de faire connoître les précautions que nous avons priſes pour les rendre fort exactes (*).

(*) Tout ce qui a trait à la force des bois, eſt trop intéreſſant à la Marine, au Génie, à l'Architecture civile, pour que je puſſe négliger de ſuivre toutes les vues qui me paroiſſoient y avoir rapport : auſſi ai-je exécuté à Denainvilliers quantité d'Expériences ſur cette matiere. Mais de temps en temps je me trouvois en défaut : je manquois de quelque qualité de bois, qui, pour certains objets, me paroiſſoit plus avantageuſe que les autres : un Ouvrier très-adroit m'étoit abſolument néceſſaire ; je m'en étois procuré un, ainſi que quantité de petits uſtenſiles dont on ſent le beſoin quand on opere ; j'en avois une proviſion : mais comme tous ces ſecours ſe trouvent dans les Ports mieux que par-tout ailleurs, je profitai d'un ſéjour que je fis à Marſeille pour mettre mes Expériences en train. Il eſt vrai que pour les conduire auſſi loin que je le deſirois, il auroit fallu y ſéjourner bien longtemps, ce qui m'étoit impoſſible. Heureuſement M. d'Héricourt, alors Intendant des Galeres, ſentit l'utilité de mes recherches au point d'y prendre un intérêt ſingulier, d'adopter en quelque façon mon travail, & d'en protéger efficacement l'exécution. M. Garavaque, Ingénieur de la Marine, qui étoit plein de ſagacité, d'intelligence, d'exactitude, & doué d'une patience à toute épreuve, fut chargé de préſider à l'exécution de mes Expériences.

M. Deidier, ſous-Conſtructeur des Galeres, en qui ſe trouvoit une adreſſe & une préciſion qui n'a point d'égal, fut chargé de faire lui-même tous les barreaux que nous imaginerions, & dont nous deſirions éprouver la force. M. d'Héricourt nous deſtina un lieu commode & ſûr pour l'exécution de nos Expériences. C'étoit à moi de profiter de circonſtances auſſi heureuſes : combien ai-je éprouvé de fois qu'elles ſe rencontrent rarement ! Nous conférâmes ſur ce qu'il y avoit à faire : nous convînmes des Expériences qu'il falloit exécuter ; mais lorſque nous étions en train d'opérer, je reçus ordre de me rendre au Port de Bouc. Je fus donc obligé d'abandonner la ſuite du travail à M. Garavaque, & de le mettre ſous la protection de M. d'Héricourt, me propoſant, auſſi-tôt que je ſerois quitte de ma tournée, d'exécuter des Expériences de mon côté. J'ai cru que cette Note étoit convenable pour témoigner ma reconnoiſſance à ceux qui ont bien voulu venir à mon ſecours, & pour qu'on ſçût qu'on pouvoit avoir autant de confiance aux Expériences exécutées à Marſeille, qu'à celles que j'ai faites moi-même.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 485 sur 651

CHAPITRE PREMIER.

Précautions pour rendre les Expériences exactes.

ON A VU dans la *Phyſique des Arbres* que leur tronc eſt formé par un nombre de couches ligneuſes qui ſont jointes les unes aux autres par un tiſſu plus rare. Ces couches (*Pl. XX. fig.* 1) ſont des orbes concentriques qui indiquent à peu près l'accroiſſement de chaque année; comme les couches intermédiaires qui joignent ces couches ligneuſes ſont plus rares & moins fortes que les couches ligneuſes, on peut les conſidérer dans un corps d'arbre, comme des tuyaux qui ſeroient mis les uns dans les autres, & qui ſeroient réunis par une eſpece de colle. Ceci bien entendu, il eſt ſenſible que ſi on leve une planche dans le ſens *A E*, (*Fig.* 1) cette planche ſera formée comme d'un nombre de petites planches collées les unes ſur les autres, & qui ſont déſignées par les traits qui ſont entre *A* & *E*. Maintenant ſi l'on forme avec cette planche un barreau comme *F*, qui eſt repréſenté plus en grand en *G* & en *H*, il eſt ſenſible qu'on peut regarder ces barreaux comme étant compoſés de pluſieurs petites planches collées les unes ſur les autres; & nous prouverons dans la ſuite que le même barreau, poſé comme *H*, ou *h* ſera, par cette ſeule raiſon, plus fort que s'il étoit poſé comme *G* ou *g*. Nous avons fait attention à cette circonſtance, & on verra que dans toutes nos Expériences nous avons poſé les couches dans un ſens vertical; mais on apperçoit aiſément qu'elle ne mériteroit aucune attention, ſi l'on faiſoit rompre des arbres de brin ronds ou quarrés, comme on le voit par la ſeule inſpection de la *Figure* 1.

Nous avons prouvé, par un très-grand nombre d'Expériences, que quand les arbres ſont vigoureux, & qu'ils végetent encore avec force, c'eſt le bois du cœur qui eſt le plus denſe; &

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 486 sur 651

que dans les gros arbres qui commencent à entrer en retour, le bois du cœur eſt ſouvent plus léger que la couronne qui eſt entre le cœur & la circonférence, de ſorte que le bois acquiert peu à peu ſa denſité, & qu'il la perd peu à peu quand il a paſſé le terme de cette plus grande denſité. On verra que dans nos Expériences, nous avons eu égard à toutes ces circonſtances; & encore, autant que cela a été poſſible, au terrein où les bois ont crû, à leur degré de ſéchereſſe, &c. On verra, pour le dire en un mot, que nous n'avons négligé aucuns des détails que l'exactitude la plus grande pouvoit preſcrire.

Je vais commencer par rapporter quelques diſcuſſions théoriques, qui rendront plus ſenſibles ce que nous aurons à dire dans la ſuite.

CHAPITRE II.

Réflexions ſur la réſiſtance des fibres ligneuſes d'où réſulte la Force des Bois.

GALILÉE s'étant propoſé de connoître le rapport qu'il y a entre la force directe ou abſolue des corps, & leur force tranſverſale ou reſpective, a ſuppoſé que dans un corps qu'on ſurcharge, les fibres rompoient dans un même inſtant.

MM. Mariotte & Leibnitz s'étant apperçu qu'il n'y avoit point de corps, ſi roide qu'il fût, fût-ce du verre, qui ne s'étendît un peu avant de rompre, ils ont compris cet élément eſſentiel dans leurs problêmes.

Il ſembloit alors que ces illuſtres Mathématiciens avoient épuiſé cette matiere : auſſi MM. Varignon & Parent adopterent-ils leurs principes. Cependant M. Bernoulli a prouvé qu'il y avoit dans un corps prêt à ſe rompre, dans une poutre, par exemple, des fibres qui étoient en contraction & d'autres

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 487 sur 651

en dilatation : des conſidérations différentes de celles de M. Bernoulli m'ont amené à le penſer de même, & m'ont fait naître l'idée de quelques Expériences qui feront le ſujet de ce Chapitre. Je voudrois, en ſuppoſant la théorie de M. Bernoulli, en venir tout de ſuite au détail de mes Expériences : mais j'ai cru ne pouvoir pas faire ſentir leur utilité ſans rapporter quelques réflexions qui les ont précédées, ou qui me les ont fait imaginer.

Je conſidere d'abord la piece de bois *a b* (*Pl. I, fig.* 2) comme étant formée de deux parallélipipedes *a* & *b*, unis par leur baſe en *f*. Je ſuppoſe enſuite un point d'appui en *c*, & deux puiſſances appliquées, l'une en *d*, & l'autre en *e*, qui tendent à faire baiſſer ces deux parties des parallélipipedes.

Il eſt clair que *d e* venant à baiſſer, les baſes des parallélipipedes ſe ſépareront au point *f*, mais qu'elles reſteront unies au point *c*.

Maintenant, ſans rien changer à la premiere ſuppoſition, je demande qu'on imagine ces deux parallélipipedes parfaitement durs, & qu'il y a en *f* (*Fig.* 3) un lien qui les unit.

Dans cette ſuppoſition, les puiſſances *d e* tendront à rompre le lien *f* par les bras du levier *e f*, *d f* : les baſes des parallélipipedes s'appliqueront exactement l'une contre l'autre ; & à cauſe de la dureté qu'on leur ſuppoſe, le point d'appui s'étendra dans toute la baſe *c f* des parallélipipedes.

Mais les fibres ligneuſes ſont extenſibles : faiſons donc une autre ſuppoſition. Imaginons (*Figure* 4) que les deux mêmes parallélipipedes, au lieu d'être retenus par le lien *f*, (*Figure* 3) que nous avons ſuppoſé inextenſible, le ſont par une multitude de reſſorts qui ſont tous également dilatables. Aſſurément quand les puiſſances *d e* viendront à agir, tous les reſſorts entreront en dilatation, mais dans une proportion telle que ceux qui ſeront les plus éloignés du point *c* ſeront les plus dilatés, & ceux qui ſeront les plus proches de ce point, le ſeront infiniment peu, comme on le voit (*Figure* 5). En un mot ces reſſorts ſeront dans un degré de dilatation proportionel à leur éloignement du point *c*. Il faut remarquer de plus que les puiſſances

d e agiſſent ſur les reſſorts par les bras de levier, *d g* & *e h*, que les baſes des parallélipipedes *a b* s'appuient l'une contre l'autre au point *c* qui eſt le point d'appui, & que les leviers de réſiſtance s'étendent du point *c* au point *g*, & du point *c* au point *h*, de ſorte que les reſſorts agiſſent d'autant plus puiſſamment pour réſiſter aux puiſſances *d e*, qu'ils ſont plus éloignés du point *c*.

Si l'on étoit bien ſûr que les fibres ligneuſes réſiſtent d'autant plus qu'elles ſont plus allongées par la tenſion, comme un reſſort qui fait d'autant plus d'effort pour revenir à ſon point qu'il eſt plus tendu; s'il étoit bien prouvé que le *maximum* de la réſiſtance des fibres ligneuſes eſt le point où elles ſont prêtes à ſe rompre; il ſeroit certain que ce ſeroit la fibre repréſentée par le reſſort *g h*, (*Figure* 5) qui réſiſteroit le plus aux puiſſances *d e*, tant à cauſe de ſa ſituation à l'extrémité des leviers de réſiſtance *c g*, *c h*, que parce que c'eſt elle qui eſt dans la plus grande tenſion.

Mais il eſt conſtant, par l'Expérience, qu'une fibre qui a été peu allongée, revient à peu près à ſon premier état lorſqu'elle a été rendue à elle-même, & qu'elle conſerve une partie de cet allongement lorſqu'elle a été tendue juſqu'à un certain point. On en voit un exemple dans une verge de bois, qui revient dans ſon premier état quand elle a été légérement pliée; & qui conſerve une partie de la courbure qu'on lui a fait prendre, quand elle a été beaucoup pliée. La fibre *g h* pourroit donc avoir perdu ſa réaction lorſque les autres fibres moins tendues jouiroient encore de cette propriété.

D'ailleurs ſi l'on pouvoit comparer une fibre ligneuſe à un fil de métal tendu, il eſt sûr que ce fil perd de ſa groſſeur à meſure qu'il s'allonge, & que plus il diminue de groſſeur, plus il s'affoiblit: ainſi il pourroit bien être qu'une fibre ligneuſe trop tendue ne ſeroit plus dans l'état de ſa plus grande réſiſtance; & ſi cela eſt, on ne peut plus décider laquelle des fibres qui ſont diſtribuées depuis *c* juſqu'à *g*, & depuis *c* juſqu'à *h*, eſt capable de cette plus grande réſiſtance.

Nous avons ſuppoſé juſqu'à préſent que nos parallélipipedes

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 489 sur 651

étoient parfaitement durs : le bois ne l'eſt pas, & ſes fibres ſont extenſibles & compreſſibles même dans le ſens de leur longueur. Pour mieux faire comprendre ma penſée, je vais faire encore une ſuppoſition différente des précédentes.

Il faut pour cela imaginer les deux parallélipipedes *a b* écartés l'un de l'autre, comme on le voit (*Figure 6*), & joints par des reſſorts ſemblables que je ſuppoſe indifférents à ſe contracter ou à ſe dilater. Aſſurément quand les puiſſances *d e* agiront pour abaiſſer les extrémités *a* & *b*, les reſſorts qui ſont vers *c* ſe contracteront, & ceux qui ſont vers *f* ſe dilateront : c'eſt à peu près ce qui arrive à un morceau de cire molle, que l'on plie : car l'effet de la condenſation ſe fait appercevoir à l'intérieur de la courbe par le bourſouflement de la cire, & la dilatation paroît à l'extérieur par l'applattiſſement de cette cire, comme on le voit (*Figure 7*).

Il y a donc des fibres qui ſont en condenſation, & d'autres qui ſont en dilatation ; & il me paroît que la ſomme des fibres qui ſont en dilatation & en condenſation dans un morceau de bois qu'on charge, varie ſuivant que les fibres ſont plus dilatables que compreſſibles ; ou le contraire : de ſorte que ſi les fibres étoient plus contractibles qu'extenſibles, il y auroit beaucoup de fibres en condenſation, & peu en dilatation ; & au contraire ſi les fibres étoient plus extenſibles que compreſſibles, il y auroit beaucoup de fibres en dilatation, & peu en condenſation.

Certainement pour calculer avec quelque préciſion la force des bois, il ſeroit fort utile de pouvoir diſtinguer, ne fût-ce qu'à peu près, la ſomme des fibres qui ſont en condenſation d'avec celle des fibres qui ſont en dilatation : ou bien de connoître quelle proportion il y a entre la compreſſibilité des fibres ligneuſes & leur dilatabilité. Ce ſont-là des choſes de fait, qui ne peuvent pas être éclaircies par la théorie : il faut avoir recours aux Expériences.

Quantité de Phyſiciens ont fait des recherches dont on peut tirer un grand parti pour connoître la force des bois : mais j'ai conſidéré la choſe ſous un autre point de vue, & j'ai exécuté des

Expériences qui me paroiſſent avoir encore un rapport plus direct à la queſtion dont il s'agit. Avant que de les rapporter, je dois faire remarquer une circonſtance qui eſt de grande conſéquence dans l'occaſion préſente.

Dans la ſuppoſition que j'ai faite en dernier lieu (*Figure 6*) lorſque les puiſſances *d e* agiront, les reſſorts qui ſont vers *c* entreront en condenſation pendant que ceux qui ſont vers *f* ſeront en dilatation. Donc les reſſorts *f* tendront par leur réaction à rapprocher les parallélipipedes, pendant que les reſſorts *c* tendront auſſi par leur réaction à les écarter. Donc ſi l'on diviſoit les parallélipipedes par la ligne ponctuée *a b*, (*Pl. XXI*, *fig.* 8) ſuppoſant que les portions *d e* ne fuſſent jointes aux portions *l m* que par une ſubſtance viſqueuſe capable de céder à l'action des reſſorts, ces deux portions *d e* & *l m* gliſſeroient l'une ſur l'autre; ce gliſſement eſt ſenſible dans un jeu de carte qu'on plie, dans des planches poſées de plat & chargées (*Figure 9*). J'ai quelquefois vu la même choſe arriver dans mes Expériences, quand j'ai fait rompre des barreaux de Chêne bien durs & bien ſecs : ces barreaux réſiſtoient long-temps ſans plier; & avant que de rompre à la partie convexe au point *f*, (*Fig.* 10) il ſe détachoit à la partie concave un grand éclat *c* qui gliſſoit, & auſſi-tôt le barreau rompoit. Pour rendre ceci ſenſible, je ſuppoſe la piece (*Figure* 11) formée de quatre planches *a b c d*. Quand on chargera cette piece, elle ſe courbera pour prendre la forme de la piece (*Fig.* 9). Les planches *a*, *b*, *c*, *d* ne prendront pas une pareille courbure. La courbure de la planche *a* ſera plus conſidérable que celle de la planche *b*; & la planche *d* aura moins de courbure que toutes les autres. Or les pieces qui ſont à l'intérieur de la courbe *a*, ſe raccourciſſent moins que les pieces *d* qui ſont à l'extérieur. Ce raccourciſſement inégal fait que les planches doivent gliſſer les unes ſur les autres; & plus il y aura d'obſtacle à ce gliſſement, plus la piece chargée aura de force. Ainſi la cohéſion des couches ligneuſes contribue beaucoup à la force des pieces de bois que l'on charge : c'eſt par le défaut de cette force de cohéſion que quatre planches *a b c d* poſées de plat (*Figure* 12) ont bien moins de force que les mêmes

mêmes planches *a b c d* posées de champ (*Planche XXI, fig* 13) : car assurément si ces quatre planches étoient réunies par une colle qui fût aussi forte que les fibres ligneuses qui les unissoient avant qu'on les eût séparées, la piece auroit une force égale étant chargée dans un sens ou dans un autre. Cette observation prouve qu'il y a, dans une piece de bois qu'on charge, une assez grande quantité de fibres en condensation, & que la force de cohésion des fibres ligneuses les unes avec les autres, influe beaucoup sur la force des bois ; de sorte qu'une piece de bois formée de fibres ligneuses très-fortes, mais qui seroient peu adhérentes les unes aux autres, pourroit rompre sous un poids que supporteroit une piece dont les fibres seroient plus foibles, mais mieux unies les unes aux autres. Enfin, on voit que dans certains cas les fibres qui sont en condensation souffrent beaucoup, puisque ce sont elles (*Figure* 10) qui ont rompu les premieres. Je ne prétends pas dire que la force des fibres longitudinales soit inutile pour la résistance d'une piece de bois que l'on charge ; mais je n'examine pour le présent que ce qui résulte de la force de cohésion pour la résistance de cette piece : nous examinerons dans la suite ce qui regarde la force des fibres tirées suivant leur longueur.

On voit par ce que nous venons de dire, la justesse de la remarque que nous avons faite au commencement de ce Livre, savoir que si l'on met en charge un barreau de cartelage (qu'on suppose n'être point tranché) dans le sens où les couches annuelles se trouvent à plat, ce barreau (*Figure* 12) sera moins fort que si l'on avoit placé les couches annuelles verticalement (*Figure* 13) : ce qui vient de ce que la force de cohésion des couches ligneuses n'est pas si grande que la force même des fibres qui forment ces couches.

D'après ces observations, on conçoit que le barreau (*Fig.* 11) étant chargé par les deux extrémités, les couches *a* sont en refoulement pendant que les couches *d* du même barreau sont en tension : mais jusqu'à quelle hauteur les fibres sont-elles en contraction, & où commence la tension ? la contraction s'étend-elle jusqu'à la couche *b* ou la couche *c* ? en un mot, à quel

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 492 sur 651

point finit la contraction & où commence la tenſion?

Il n'eſt pas douteux que le point qui partage les fibres qui ſont en tenſion de celles qui ſont en contraction, eſt variable : nous avons déja dit qu'il devoit changer ſuivant que les fibres étoient plus ou moins extenſibles & plus ou moins contractibles. J'ajoute que la ſomme des fibres en tenſion remonte à meſure que la piece plie : mais auſſi à meſure que la piece plie, la tenſion de la couche *d* (*Figure* 11) augmente. Ainſi quoiqu'il parût d'abord que la piece qui auroit plié, ſeroit plus forte, parce que le nombre des fibres qui ſont en tenſion augmente : cependant elle eſt affoiblie parce que la tenſion des fibres eſt inégale, & la couche *d* (*Figure* 11) étant plus tendue que les autres, elle eſt ſurchargée, & elle rompt. Il en eſt bientôt de même de la couche *c*, puis de la couche *b*; & dans un inſtant tout le barreau ſera rompu.

Voyant bien clairement cette tenſion & cette compreſſion; voici le raiſonnement que je fis : Toutes les fibres qui ſont en condenſation ne ſervent qu'à s'appuyer les unes les autres : d'où il ſuit que ſi, dans le barreau (*Figure* 14) qu'on ſuppoſe chargé en *d* & en *e*, les fibres qui ſont en compreſſion s'étendent juſqu'au point *g*, qui eſt le tiers de l'épaiſſeur de la piece, je puis ſcier cette piece juſqu'en *g* ſans qu'elle en ſoit affoiblie, pourvu que je rempliſſe le trait de la ſcie par un morceau de bois dur qui ſerve d'appui aux fibres que j'ai coupées. Deux choſes me confirmoient dans cette penſée :

1°, J'avois remarqué en rompant des barreaux de Chêne que le moindre nœud qui étoit à la partie convexe du barreau l'affoibliſſoit beaucoup, au lieu qu'un gros nœud qui étoit à la partie concave, ne diminuoit point ſa force.

2°, Dans les Expériences que j'avois faites pour plier les bois qui avoient été chauffés à l'étuve, j'avois remarqué qu'un ſimple coup d'erminette ſur la partie convexe des bordages les faiſoit éclater, au lieu que des traits de ſcie donnés de diſtance en diſtance ſur la partie concave, faiſoient que les pieces plioient plus aiſément. Tout ceci ſouffrira moins de difficulté quand on connoîtra nos Expériences : il faut donc en commencer le détail.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 493 sur 651

ARTICLE I. *Préparations pour les Expériences qui vont ſuivre.*

JE choiſis du Saule préférablement à d'autres eſpeces de bois, 1°, parce qu'il me parut qu'il étoit d'une denſité plus uniforme que le Chêne, l'Orme, &c. les cercles qui diſtinguent la crûe des années, étant moins ſenſibles dans le Saule que dans les autres eſpeces de bois que je viens de nommer.

2°, Le bois de Saule eſt liant, ſans être fort dur; & ces deux qualités m'ont paru favorables au deſſein que je me propoſois.

3°, J'avois à ma diſpoſition quantité de Saules de même âge, de même groſſeur, abattus dans le même temps, & également ſecs : toutes conditions eſſentielles pour mes Expériences; & il ne m'étoit d'aucune utilité d'avoir des bois très-difficiles à rompre.

Je choiſis donc dans beaucoup de jeunes Saules des bouts de 3 pieds de longueur, qui fuſſent droits & à peu près de la même groſſeur, afin que le cœur de l'arbre ſe trouvât au centre des barreaux. J'en fis faire 24 barreaux qui avoient 3 pieds de longueur ſur un pouce & demi d'équarriſſage : je fis marquer le milieu de chaque barreau d'un trait de compas.

Comme il m'étoit important de connoître quel poids il falloit pour rompre ces barreaux dans leur entier, je les faiſois porter de chaque bout de trois quarts de pouces ſur deux forts treteaux bien ſolides. Je paſſois ces barreaux dans une boucle de fer que je mettois préciſément ſur le trait du compas qui marquoit le milieu, & cette boucle ſoutenoit une caiſſe dans laquelle on mettoit les poids. Je ſupprime le détail de quantité de précautions d'où dépendoit l'exactitude de mes opérations, parce que je les ai rapportées ailleurs.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 494 sur 651

ARTICLE II. *Suite d'Expériences qui prouvent qu'une partie des fibres d'une piece qu'on charge, eſt en condenſation, pendant que l'autre partie eſt en dilatation.*

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE *pour reconnoître la force de ſix barreaux entiers.*

N°.	Force.	
1	530	Force moyenne, 524 liv. $\frac{1}{6}$.
2	563	
3	529	
4	413	
5	559	
6	555	

Le barreau N°. 4 avoit un petit défaut.

REMARQUE.

AYANT reconnu par cette Expérience que la force moyenne de ces barreaux étoit de 524 liv. $\frac{1}{6}$, je dis : Si la ſomme des fibres qui ſont en compreſſion dans les barreaux de cette groſſeur & de cette eſpece de bois s'étendent juſqu'au $\frac{1}{3}$ de leur épaiſſeur, je puis ſcier en deſſus le tiers de l'épaiſſeur de ces barreaux ſans les affoiblir, pourvu que je rempliſſe le trait de la ſcie avec une petite planche de bois qui ſupplée à ce que la ſcie a emporté, en fourniſſant un point d'appui au bois qui eſt des deux côtés du trait de la ſcie.

Je ſciai donc deux barreaux du tiers de leur épaiſſeur (*Planche XXI, fig.* 15); je remplis le trait un peu à force avec une petite planche de Chêne bien ſec; & les ayant fait rompre comme ceux qui étoient entiers, voici quelle fut leur force.

§ 2. *SECONDE EXPÉRIENCE pour connoître la force des barreaux ſciés en deſſus d'un tiers de leur épaiſſeur.*

N°.	Force.	
1	571	Force moyenne, 551 liv.
2	531	

REMARQUE.

QUOIQU'IL y eût un petit défaut au barreau N°. 2, ces barreaux ſciés du tiers de leur épaiſſeur, ont ſupporté 27 liv. de plus que ceux qui étoient entiers.

Le ſuccès de cette Expérience m'engagea à tenter ſi les fibres qui étoient en compreſſion n'excéderoient pas le tiers de l'épaiſſeur de ces barreaux; ainſi j'en ſciai deux de la moitié de leur épaiſſeur : voici quelle fut leur force.

§ 3. *TROISIEME EXPÉRIENCE pour connoître la force des barreaux ſciés en deſſus de la moitié de leur épaiſſeur.*

N°.	Force.	
1	575	Force moyenne, 542 liv.
2	509	

REMARQUE.

LE N°. 2 rompit net ayant un petit nœud caché à ſa partie inférieure. Le N°. 1 éclata ſous le poids de 575 liv. & plia au point qu'il échappa de deſſus les ſupports : étant tiré de la boucle, il reſta courbé; & comme il n'étoit pas entiérement rompu, je le forçai en ſens contraire pour le redreſſer : alors il y avoit plus d'une ligne & demie entre la planchette & les bords de la fente qui avoit été faite par la ſcie. Cet élargiſſement vient-il de la compreſſion du coin, ou de la compreſſion des fibres du barreau qui avoient été comprimées, ou de l'allon-

gement des fibres qui avoient été en dilatation ? j'eſſaierai dans la ſuite d'éclaircir cette queſtion.

Mais indépendamment des réflexions que je viens de faire, tant à l'égard du N°. 2 qui avoit un nœud caché, que du N°. 1 qui n'a fait qu'éclater, les deux barreaux ſciés juſqu'à la moitié de leur épaiſſeur ont ſupporté 18 liv. de plus que ceux qu'on avoit laiſſés dans leur entier.

Je croyois être bien fondé à penſer que ſi je ſciois de pareils barreaux au-delà de la moitié de leur épaiſſeur, je les affoiblirois beaucoup : néanmoins pour avoir quelque choſe de plus que des ſoupçons, j'en fis ſcier ſix aux trois quarts de leur épaiſſeur : voici quelle a été leur force.

§ 4. *Quatrieme Expérience pour connoître la force des barreaux qui ſeroient ſciés aux trois quarts de leur épaiſſeur.*

N°.	Force.	
1	555	Force moyenne, 530 liv. $\frac{2}{3}$
2	529	
3	576	
4	535	
5	576	
6	413	

Remarque.

Il eſt bon de faire remarquer que la petite planche qui rempliſſoit le trait de la ſcie du barreau N° 1, n'étoit pas à force, de ſorte que ce barreau, avant que d'être chargé, étoit parfaitement droit, au lieu que la plupart des autres avoient été obligés de prendre une petite courbure, parce que la planchette étoit entrée un peu à force. Si ces planchettes avoient été en forme de coin & miſes plus à force, il eſt probable que les barreaux auroient porté un plus grand poids, tant à cauſe de la compreſſion des fibres du barreau, que parce que le levier de réſiſtance auroit été augmenté.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 497 sur 651

Le N°. 2 n'a pas rompu ſous le poids de 529 liv. que nous avons marqué : il a ſeulement éclaté, & enſuite plié aſſez pour échapper de deſſus les ſupports. Je voulus m'aſſurer ſi dans cet état il pourroit encore ſupporter quelques poids ; & comme le trait de la ſcie étoit fort élargi, je le remplis d'une planchette en forme de coin qui étoit plus épaiſſe. Alors étant chargé de 413 liv. il plia beaucoup : il éclata encore, & échappa de deſſus les points d'appui ſans rompre.

Il reſtoit peu de fibres entieres : néanmoins ayant encore rempli l'ouverture par un coin plus gros que la ſeconde fois, je le chargeai de 380 liv. & il rompit entiérement, un filet de bois gros comme le petit doigt, & long de près de 8 pouces, s'étant tiré tout entier d'un des morceaux.

On voit, par cette Expérience, que les fibres ligneuſes qui ſont tirées ſuivant leur longueur, ſont capables d'une grande réſiſtance quand elles ſont bien de fil.

On en a tous les jours une preuve ſenſible à laquelle on ne fait peut-être pas aſſez d'attention : les cerceaux des futailles qui ne ſont preſque que de l'aubier, réſiſtent à de violents coups de maillets qui les forcent d'avancer ſur un plan qui eſt très-peu incliné, ou plutôt ſur un conoïde qui fait l'effet d'un coin très-aigu.

Cette derniere Expérience me fit ſoupçonner que mes barreaux réſiſteroient encore plus ſi je les déchargeois avant qu'ils euſſent éclaté, pour remplir l'ouverture par un coin plus gros, & qui occuperoit la place que la preſſion avoit élargie.

Dans cette vue, je chargeai le barreau N°. 3 de 435 liv., poids que je ſavois qu'il ſupporteroit aiſément. Je le déchargeai pour ſubſtituer à la premiere planchette un coin plus gros ; & en cet état il ne rompit que ſous le poids de 576 liv. comme je l'ai marqué.

Si je l'avois déchargé à pluſieurs repriſes pour y mettre de plus gros coins à meſure que le bois ſe ſeroit comprimé, je crois qu'il auroit ſupporté un plus grand poids : car il eſt plus que probable, que s'il étoit poſſible d'augmenter la groſſeur des coins à proportion que l'ouverture augmenteroit, ou par le re-

foulement des fibres qui ſont en compreſſion, ou par l'allongement de celles qui ſont en dilatation, les barreaux ſupporteroient un poids très-conſidérable.

Le N°. 4 a été rompu tout ſimplement, ſans le décharger.

A l'égard du N°. 5, on a ſeulement eu la précaution de mettre la petite planche en coin & à force.

Enfin on avoit intention de rompre le N°. 6 avec les mêmes précautions qu'on avoit priſes pour le N°. 3 : mais il éclata ſous le poids de 413 liv. à cauſe des défauts qu'il renfermoit intérieurement ; & l'on conçoit que le moindre défaut eſt de grande conſéquence pour un barreau qui ne réſiſte que par la tenſion d'un plan de fibres qui n'a que $4\frac{1}{4}$ lig. d'épaiſſeur.

Malgré cela, & en comprenant même le N°. 6 avec les autres, on voit que la force moyenne de ces barreaux ſciés aux trois quarts, excede de 6 livres celle de ceux qui étoient entiers ; & quand on ſuppoſeroit les forces moyennes pareilles, mes Expériences prouveroient toujours que les fibres qui ſont en condenſation s'étendent bien avant dans une piece de bois qu'on veut faire rompre.

Ce ſeroit avancer une propoſition bien révoltante que de dire qu'on fortifiera une piece de bois, qu'on la rendra capable de ſupporter un plus grand fardeau, en la ſciant de la moitié, même des trois quarts de ſon épaiſſeur ; c'eſt néanmoins ce qu'annoncent mes Expériences. Mais de plus, il eſt aiſé de faire voir que cela doit être ainſi : car je crois que cette augmentation de force dépend d'une petite circonſtance que j'ai déja indiquée : la voici expoſée plus clairement.

Le trait de la ſcie *g* (*Pl. XXI*, *figure* 15) fait une ouverture qui eſt égale en haut & en bas : je la remplis par une planchette qui eſt un peu en forme de coin : je force un peu par ce coin les fibres qui ſont à la partie ſupérieure du barreau ; je mets donc le principal point d'appui à l'extrémité du levier de réſiſtance ; ce qui doit déja un peu augmenter la force.

Si je force le coin, je refoule les fibres qui doivent être en contraction : j'empêche le barreau de plier autant qu'il le feroit ſans cette compreſſion : je fais que les fibres qui ſont en dilatation,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 499 sur 651

ration, ſont tirées plus directement, qu'elles approchent plus d'une tenſion égale, & par-là je rends mon barreau capable d'une plus grande réſiſtance.

Si je décharge mon barreau pour mettre un coin plus gros, je multiplie les avantages dont je viens de parler, & j'augmente encore la force de mon barreau.

ARTICLE III. *Où l'on eſſaie de connoître ſi l'élargiſſement de l'entaille vient de la tenſion ou du refoulement des fibres ligneuſes.*

J'AI dit que le trait de la ſcie s'élargiſſoit par l'allongement des fibres qui ſont en dilatation, & beaucoup plus encore par le refoulement des fibres qui ſont en condenſation : je vais rapporter les raiſons qui me le font penſer ; & pour m'expliquer clairement je ſuppoſe les deux parallélipipedes *a b*, (*Pl. XXI, figure* 16) parfaitement durs, & un peu écartés l'un de l'autre : je les joins par un lien ductile *c*, une lame de plomb, par exemple : je remplis l'eſpace qui eſt entre les deux parallélipipedes par une petite planche, que je ſuppoſe incompreſſible. Il eſt clair que quand les puiſſances *d e* agiront, le lien *c* s'étendra : les parties des parallélipipedes qui ſont voiſines du lien, s'écarteront du coin pendant que la partie inférieure des baſes s'appliquera ſur le coin. Si l'on releve les bouts *a b* des parallélipipedes, pour les remettre de niveau comme ils étoient d'abord, les baſes qui ne ſe ſeront point comprimées, deviendront paralleles : l'ouverture ſera ſeulement plus large : c'eſt ce qui eſt peu arrivé à nos barreaux.

Faiſons maintenant une autre hypothèſe : ſuppoſons que le lien *c* (*Figure* 16) ainſi que le coin, ſont incompreſſibles, & que les parallélipipedes le ſont. Il eſt clair que quand les puiſſances *d e* abaiſſeront les bouts *a b* des parallélipipedes, la partie ſupérieure de la baſe des parallélipipedes reſtera appliquée ſur le coin, pendant que les parties inférieures ſe contracteront : & ſi l'on remet les parallélipipedes dans une ſituation hori-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 500 sur 651

zontale, l'ouverture ſera évaſée par en bas comme déſignent les lignes ponctuées *f g*. C'eſt ce qui eſt arrivé aux barreaux de mes Expériences : d'où je conclus que l'élargiſſement du trait de ſcie vient principalement du refoulement des fibres. J'ai fait à ce ſujet quelques Expériences ; il faut les rapporter.

J'ai mis le lien *c* de fer plat qui avoit la largeur du barreau : cette bande de fer avoit 8 pouces de long ſur 3 lig. d'épaiſſeur, & je l'aſſujettis avec deux vis. Le barreau étoit ſcié, ſous cette bande de fer, des trois quarts de ſon épaiſſeur : il porta 608 liv.

Un autre barreau ajuſté de même, porta plus de 623 liv.

On ajuſta un autre barreau de même, excepté qu'en le chargeant, on mit la barre en deſſous ; il rompit ſous 413 liv.

Un autre tout pareil, & chargé de même, rompit auſſi ſous 413 liv. les vis s'étant rompues. Ainſi le barreau de fer qui étoit en dilatation, n'a pas autant réſiſté que les fibres ligneuſes.

Comme les vis avoient rompu, je crois que les barreaux auroient mieux réſiſté ſi la bande de fer avoit été de toute leur longueur, & attachée avec un plus grand nombre de vis. On voit qu'on fortifie conſidérablement les brancards des équipages par des bandes de fer ; & je me rappelle que le Maître Mâteur de Breſt, nommé *Barbé*, propoſa, en 1748, de fortifier de même les mâts des vaiſſeaux : je pourrai en parler dans la ſuite.

Je ne m'en ſuis pas tenu aux Expériences dont je viens de parler : j'en ai encore fait pluſieurs autres avec des différences qui les rendent intéreſſantes ; ainſi je vais les rapporter.

§ 1. *Expériences faites avec des barreaux ſciés à différentes profondeurs.*

Les barreaux dont je me ſervis, étoient de bois de Pin du Nord : ils avoient trois pieds de longueur, 15 lig. d'épaiſſeur, & 7 lig. de largeur.

Pour reconnoître l'élaſticité & la force des barreaux entiers, on en fit rompre deux que nous déſignâmes par les lettres *A* & *B*, (*Planche XXII, figure* 17.)

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 501 sur 651

Le barreau *A* étant chargé de 50 l. plia de 6 lignes : étant chargé de 75 l. il plia de 9 ½ lignes : étant chargé de 150 l. 8 onc. il plia de 26 lig. & rompit.

Le barreau *B* étant chargé de 50 l. plia de 7 lignes : étant chargé de 75 l. il plia de 10 lignes : étant chargé de 138 l. 10 ½ onc. il plia de 24 lig. & il rompit ſous le poids.

Ainſi la force moyenne de ces barreaux eſt de 144 liv. 9 onces ¼.

On prit trois autres barreaux de mêmes dimenſions que les premiers ; mais on les ſcia en quatre endroits d'un tiers de leur épaiſſeur, (*Figure* 18) : nous les déſignâmes par les lettres *C*, *D*, *E*. Après avoir rempli les traits de la ſcie avec de petites planches de bois dur ; on les fit rompre.

C, étant chargé de 50 liv. plia de 8 ½ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 15 lignes : étant chargé de 142 l. 2 onc. il plia de 31 ½ lig. & rompit.

D, étant chargé de 50 l. plia de 8 ½ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 13 ½ lignes : étant chargé de 134 l. plia de 30 ½ lig. & rompit.

E, étant chargé de 50 l. plia de 10 ¼ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 16 ½ lignes : étant chargé de 120 l. 4 onc. plia de 29 ½ lig. & rompit.

La force moyenne de ces trois barreaux eſt donc de 132 liv. 2 onc.

Trois autres barreaux déſignés par les lettres *F*, *G*, *H*, (*Figure* 19) étoient tout à fait ſemblables aux précédents, excepté que les traits de ſcie s'étendoient juſqu'à la moitié de leur épaiſſeur.

F, étant chargé de 50 l. plia de 8 ¾ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 13 ¾ lignes : étant chargé de 158 l. 10 ½ onc. plia de 29 ½ lig. & rompit.

G, étant chargé de 50 l. plia de 9 ¼ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 14 ½ lignes : étant chargé de 134 ¼ l. plia de 30 ½ lig. & rompit.

H, étant défectueux, rompit ſous un très-petit poids, ſans

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 502 sur 651

qu'on eût pu mesurer ni sa force, ni la quantité dont il avoit plié.

La force moyenne des deux autres barreaux *F*, *G*, étoit de 146 liv. 7 $\frac{1}{4}$ onc.

Trois autres barreaux (*Figure* 20), désignés par les lettres *I*, *K*, *L*, étoient semblables aux précédents, à cela près que les traits de scie s'étendoient jusqu'aux deux tiers de leur épaisseur.

I, défectueux, étant chargé de 50 l. plia de 10 lignes : étant chargé de 75 liv. plia de 15 $\frac{1}{4}$ lig. & rompit lorsqu'on le chargeoit de 110 liv.

K, étant chargé de 50 l. plia de 9 $\frac{1}{2}$ lignes : étant chargé de 75 l. plia de 13 $\frac{3}{4}$ lignes : étant chargé de 147 l. 8 $\frac{1}{2}$ onc. plia de 34 $\frac{1}{2}$ lig. & rompit.

L, étant chargé de 50 l. plia de 8 lignes : étant chargé de 75 l. plia de 13 lignes : étant chargé de 126 l. 6 onc. plia de 36 $\frac{1}{2}$ lig. & rompit.

La force moyenne de ces deux barreaux étoit donc de 136 liv. 15 $\frac{1}{4}$ onc.

RÉSUMÉ

A ces Expériences les barreaux entiers *A*, *B*, (*Figure* 17) ont porté 144 liv. 9 $\frac{1}{4}$ onc.

Les barreaux *C*, *D*, *E*, (*Figure* 18) sciés en quatre endroits au tiers de leur épaisseur, ont porté 132 liv. 2 onces.

Les barreaux *F*, *G*, (*Figure* 19) sciés en quatre endroits à la moitié de leur épaisseur, ont porté 146 liv. 7 $\frac{1}{4}$ onc.

Les barreaux *K*, *L*, (*Figure* 20) sciés en quatre endroits aux deux tiers de leur épaisseur, ont porté 136 liv. 15 $\frac{1}{4}$ onc.

§ 2. *Expériences à peu près de même genre que les précédentes.*

On rompit encore un barreau au milieu duquel on avoit fait une entaille *a b*, (*Figure* 21) d'un pied de longueur & d'un

demi-pouce de profondeur, qu'on remplit avec un morceau de bois de Chêne : il porta 509 liv.

Un pareil barreau, qui n'avoit été entamé que d'un quart de pouce de profondeur, porta 554 liv. & un barreau entier, de mêmes dimenſions, porta 576 liv. quelque choſe de moins.

REMARQUES.

APRÈS ce que nous avons dit au ſujet des premieres Expériences, nous devons nous borner à l'expoſition des faits ; & ayant donné une idée de notre façon de conſidérer la réſiſtance des fibres ligneuſes, je puis entrer dans le détail de nos Expériences : je vais commencer par rapporter celles que nous avons faites pour connoître la force abſolue de quelques bois, principalement du Chêne.

CHAPITRE III.

Examen de la force de quelques bois de Chêne de différentes qualités.

ON A VU dans ce Traité, qu'il y a des bois qui different beaucoup entr'eux par leur peſanteur ſpécifique. Ici, nous nous propoſons de connoître quelle eſt la force des bois de Chêne de différentes qualités.

ARTICLE I. *Préparation pour parvenir à faire cette comparaiſon avec exactitude.*

ON a fait faire de petits barreaux de bois qu'on a pris dans différentes pieces, & l'on a eu attention qu'ils fuſſent de très-

égales dimenſions. On a chargé enſuite tous ces barreaux les uns après les autres : ils étoient ſoutenus par leurs deux extrémités : on les a fait rompre en fourniſſant peu à peu des poids qui étoient ſuſpendus à leur milieu.

Voici les diverſes eſpeces de Chênes qu'on a fait rompre, & la note des poids qu'ils ont ſoutenus.

ARTICLE II. *Expériences ſur des bois de Chêne de différentes qualités.*

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

Chêne de Provence abattu en 1732, jeune Bois.

LES barreaux provenoient de la moitié d'un petit billon qui avoit reſté 10 mois ſous un hangar, enſuite 17 mois dans un Magaſin. Ils avoient 3 pieds de long, un pouce en quarré ; & le pied cube de ce bois ſec peſoit 54 liv. 1 onc.

1 Barreau a rompu ſous . . .	250 l.	Force moyenne, 215 l.
2	180	
3 * à 60 liv. mais on le ſuppoſe à	215	
	645	

* Ce barreau étant tranché par une gerçure, on a ſuppléé à ſa force en prenant la force moyenne, qui eſt de 215 livres, des deux autres barreaux en qui on n'a point reconnu de défaut.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

BARREAUX provenants de l'autre moitié du même billon, mais qui avoit reſté 10 mois dans l'eau de la mer, pendant que ſon

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 505 sur 651

égal ci-deſſus étoit ſous le hangar, & enſuite 17 mois dans le même Magaſin.

1 Barreau a rompu ſous	180 liv.	Force moyenne 195 liv.
2	210	
3 * ſous 140, par ſuppoſition	195	
	585.	

* Ce barreau étant tranché par une fente, on a ſuppléé à ſa force en prenant la force moyenne de la ſomme des deux autres.

REMARQUE.

ON voit par cette Expérience que le bois de Chêne de Provence perd environ un tiers de ſa force lorſqu'il a ſéjourné 10 mois dans la mer; car la force moyenne de la moitié de la piece qui n'a point touché à l'eau, eſt de 215 liv., & celle de ſon égale, qui a reſté 10 mois dans la mer, n'eſt que de 195 liv.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

Autre Chêne de Provence.

BARREAUX provenants de la moitié d'une piece qui a reſté 10 mois ſous un hangar, & enſuite qu'on a miſe 17 mois dans l'eau douce, & qu'on a laiſſé ſécher parfaitement. Le pied cube de ce bois ſec peſoit 54 liv. 1 onc.

1 Barreau a rompu ſous	200 liv.	Force moyenne, 175 liv.
2	175	
3	150	
	525.	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 506 sur 651

§ 4. QUATRIEME EXPÉRIENCE.

BARREAUX provenants de l'autre moitié de la piece ci-deſſus, mais qui a reſté 10 mois dans l'eau de la mer, & qui a été plongée enſuite, avec ſon égale, dans l'eau douce, où elle a reſté 17 mois, & qu'on a laiſſé ſécher parfaitement.

1 Barreau a rompu ſous	150 liv.	Force moyenne, 143 l. 5 on. $\frac{1}{3}$.
2.	180	
3.	100	
	430.	

REMARQUE.

CES Expériences confirment ce qu'on a établi précédemment, ſavoir, que le bois qui a ſéjourné dans l'eau de la mer perd de ſa force, qu'il en perd encore plus quand il a été pénétré d'eau douce, & beaucoup plus encore quand il a été ſucceſſivement dans l'eau de la mer & dans l'eau douce. En effet on voit 1°, que le bois de Chêne de Provence qui a toujours été ſous le hangar, a ſoutenu 215 livres: 2°, que celui qui a ſéjourné dans l'eau de la mer, n'a ſoutenu que 195 livres: 3°, que celui qui a été pénétré d'eau douce, avoit encore moins de force n'ayant ſoutenu que 175 livres: 4°, & enfin que celui qui après avoir été pénétré d'eau de mer, a été enſuite dans l'eau douce, s'eſt trouvé le plus foible, n'ayant ſupporté que 143 liv. 5 onces $\frac{1}{3}$. Si l'on s'en tenoit à cette ſuite d'Expériences, on pourroit conclure, que pour conſerver au bois toute ſa force il ne doit point être mis dans l'eau de la mer, & encore moins dans l'eau douce; mais il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit plus haut ſur la Conſervation des Bois, & ſur les altérations qu'ils éprouvent ſous les hangars & à l'air. Nous ne répéterons point ici les Expériences ci-devant faites, qui ont rapport à ce

ce que nous disons au sujet de l'eau, parce qu'elles ont été détaillées dans le corps de cet Ouvrage : nous nous réduisons seulement à rapprocher ce qui a été établi par nombre d'Expériences, & qui a le plus de rapport avec celles que nous venons d'exposer, savoir :

1°, Que le bois dans l'eau de la mer augmente son poids, quoiqu'on ait employé toute sorte de moyens pour le rendre parfaitement sec.

2°, Que le séjour qu'il fait dans l'eau de la mer ne l'empêche point de se gercer, puisqu'on a reconnu qu'au moment qu'il est sorti de l'eau, les fentes paroissent, & que dans cinquante jours au plus, il perd dans l'air toute l'eau qu'il a pu prendre, même par un séjour de dix-sept mois : or, en rapprochant ces premieres Expériences de celles-ci, où l'on voit que le même bois dans l'eau a perdu la moitié de sa force, on peut conclure, comme nous l'avons déja fait, que pour conserver au bois toute sa force, il ne doit point être mis dans l'eau douce, encore moins dans l'eau de la mer.

§ 5. CINQUIEME EXPÉRIENCE.

Chêne de Provence, abattu en 1732, & qui n'a point été dans l'eau.

Poids d'un pied cube sec, 57 livres 15 onces.

1 Barreau a rompu sous	262 liv.	Force moyenne, 255 l. 4 onc.
2.	225	
3.	269	
4.	265	
	1021.	

REMARQUES.

CES barreaux ont rompu par longs éclats : le bois en étoit souple sous l'outil, pliant, léger, veine fine, couleur blan-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 508 sur 651

châtre. On remarquera que ce bois eſt encore plus fort que celui de la premiere Expérience :

Que ces barreaux provenoient d'un billon de moyen âge, & que les autres provenoient d'un jeune arbre.

§ 6. SIXIEME EXPÉRIENCE.

Chêne de Provence, abattu en 1732, & qui n'a point touché à l'eau.

Poids d'un pied cube ſec, 81 liv. 6 onc.

1 Barreau a rompu ſous	275 liv.	Force moyenne, 286 l. 4 onc.
2	287	
3	297	
4	286	
	1145.	

REMARQUES.

CES quatre barreaux ont rompu par longs éclats, & avec grand bruit : ils ont beaucoup plié avant que de rompre. Le bois en étoit dur, fort peſant, de couleur brune & vive, les veines groſſes. La piece entiere étoit fort gercée, enſorte qu'on a eu de la peine à trouver ces quatre barreaux bien ſains ; le bois étoit fort luiſant dans la fracture.

Ce bois étoit encore plus fort & plus nerveux que celui de l'Expérience ci-deſſus : auſſi étoit-il plus peſant.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 509 sur 651

§ 7. SEPTIEME EXPÉRIENCE.

Chêne de Provence, abattu en 1732, & qui n'a point touché à l'eau.

Poids d'un pied cube sec, 72 liv. 15 onc.

1 Barreau a rompu sous	125 liv.	Force moyenne, 177 liv.
2	210	
3	175	
4	198	
	708.	

REMARQUES.

CES quatre barreaux ont rompu sans bruit, & presque tous net comme un navet. Le bois étoit pesant, de couleur brune & terne, les fibres séparées les unes des autres, & toutes remplies entre deux d'une matiere grenue, comme de la sciure de bois. Il paroît surprenant que du bois de la même coupe que ceux de la 3e. & 4e. Expérience, soit de moitié plus foible que ceux-là. Cette piece paroissoit de même nature & qualité que les autres. Cet arbre étoit peut-être dans une exposition différente de ceux qui ont fourni les autres pieces. Mais on a vu, lorsqu'il s'agissoit d'examiner quelle étoit la meilleure saison pour abattre les arbres, que dans le même terrein & la même exposition, il y a des Chênes de même âge, qui sont beaucoup plus tendres, plus légers & plus disposés à se pourrir les uns que les autres.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 510 sur 651

§ 8. HUITIEME EXPÉRIENCE.

Chêne du Comtat d'Avignon, abattu en 1736.

Poids d'un pied cube, 76 liv. 14 onc.

1 Barreau a rompu ſous	187 liv.	Force moyenne, 180 l. 12 on.
2	200	
3	186	
4	150	
	723.	

REMARQUES.

CES quatre barreaux ont rompu ſans bruit, en navet, ſans éclats ; la couleur étoit brune & ſombre, les veines groſſes, les fibres extrêmement diſtantes les unes des autres, & toutes remplies entre deux de cette même matiere grenue ſemblable à la ſciure de bois, mais plus gros grains que ci-deſſus.

Il eſt à remarquer que ce bois ſi foible & ſi mal tiſſu, étoit néanmoins fort beau à l'œil, de belle forme, le bois fort net & ſans defaut ſenſible : mais il étoit de plus nouvelle coupe & pas auſſi ſec.

§ 9. NEUVIEME EXPÉRIENCE.

Même Chêne du Comtat.

1 Barreau a rompu ſous	250 liv.	Force moyenne, 174 l. 4 onc.
2	160	
3	150	
4	137	
	697.	

REMARQUE.

On a reconnu dans ce bois-ci toutes les mêmes qualités que ci-deſſus.

§ 10. DIXIEME EXPÉRIENCE.

Même bois du Comtat.

1 Barreau a rompu ſous	187 liv.	Force moyenne, 180 l. 12 on.
2	160	
3	190	
4	186	
	723.	

REMARQUES.

Tous les barreaux provenants de bois du Comtat d'Avignon ont rompu de la même façon, & étoient tous de la même qualité, & fort approchants du bois de la 5e. Expérience, qui étoit de Provence.

On a reconnu que tous les billons qu'on a fait refendre étoient extrêmement tendres ſous la ſcie.

On ſait que la Forêt d'où on les a tirés eſt expoſée au Nord, & que la plûpart étoient dans des vallons privés de la préſence du ſoleil.

Tous ces barreaux ont été pris de trois courbants de différents âges, & de différents abattages; néanmoins on trouve,

1°, Qu'ils étoient tous également foibles, ou à peu de choſe près, & beaucoup plus que ceux de Provence, à l'exception de ceux de la 5e. Expérience.

2°, Que cependant le bois en étoit très-beau à l'œil, & preſque ſans nœuds; ce qui fait ſoupçonner que leur mauvaiſe qualité dépendoit de la ſituation & de l'expoſition où ils avoient crû : car nous avons dit en ſon lieu qu'on trouvoit de beaux arbres dans

des vallons ombragés, mais que leur bois étoit tendre & de médiocre qualité. J'en dis autant de ceux de Provence, qui ont servi pour la 5^e^. Expérience : ils faisoient l'admiration de ceux qui ne jugent du mérite des bois que par leur forme extérieure.

§ 11. *Conséquences des précédentes Expériences.*

On voit par toutes les Expériences que nous venons de rapporter,

1°, Que les bois de Chêne de Provence sont très-inégaux en force, & conséquemment très-différents aussi dans le tissu de leurs fibres, & la nature de leur seve : ce qui doit influer sur leur durée.

2°, Que les bois abattus dans le Comtat d'Avignon, qui étoient très-beaux à l'œil, de grande taille, sans nœuds & d'un tissu uni, se sont néanmoins trouvés très-foibles en comparaison de ceux de Provence. Nous avons prouvé ailleurs que les terreins qui sont les plus propres pour former de beaux arbres, ne sont pas ceux qui les donnent de la meilleure qualité : ce qui fait que dans les pays de montagnes, on peut trouver des bois de qualité fort différentes.

Je vais placer ici quelques Expériences sur la force des bois, qui m'ont été remises par M. Cossigny, qui a été long-temps Directeur des fortifications à l'Isle de France.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 513 sur 651

CHAPITRE IV.

Examen de la Force de quelques Bois de l'Isle de France, fait par M. COSSIGNY, Directeur des Fortifications de Besançon, & Correspondant de l'Académie Royale des Sciences.

ARTICLE I. *Premiere suite d'Expériences.*

UNE petite solive de 18 pouces de longueur & d'un pouce en quarré, bien ferrée par ses deux bouts.

I. EXPERIENCE.

Bois puant.

1 Solive.	909 liv.
2.	1009
3.	959
Force totale.	2877
Force moyenne. . . .	959

II.

Bois de Natte.

1 Solive.	1109 liv.
2.	1009
3.	1152
Force totale.	3270
Force moyenne. . . .	1090

III.

Bois Colophone.

1 Solive	959 liv.
2.	909
3.	884
Force totale	2752
Force moyenne . . .	917 liv. 5 onc.

IV. EXPERIENCE.

Tacamahaca.

1 Solive	959 liv.
2.	959
3.	939
Force totale.	2857
Force moyenne . . .	952 liv. 5 onc.

V.

Bois blanc dit de Violon.

1 Solive	459 liv.
2.	459
3.	409
Force totale	1327
Force moyenne. . . .	442 liv. 5 onc.

VI.

Bois de Pomme.

1 Solive	1056 liv.
2.	909
3.	871
Force totale	2836
Force moyenne . . .	945 liv. 5 onc.

VII. EXPERIENCE.

Chêne d'Europe.

1 Solive	909 liv.
2.	784
3.	784
Force totale	2477
Force moyenne. . . .	825 liv. 10 on.

VIII. EXPERIENCE.

Sapin d'Europe.

1 Solive	559 liv.
2.	683
3.	899
Force totale	2141
Force moyenne . . .	713 liv. 10 on.

ARTICLE II. *Seconde suite d'Expériences.*

SOLIVE de 18 pouces de longueur & d'un pouce sur 8 lignes & demie de grosseur, posées de champ, fortement serrées par les deux bouts.

I. EXPERIENCE.

Bois puant.

1 Solive	959 liv.
2.	895
Force totale	1854
Force moyenne . . .	927 liv.

II.

Bois de Natte.

1 Solive	995 liv.	4 onc.
2.	1128	4
Force totale	2123	8
Force moyenne . . .	1061	12

III.

Tacamahaca.

1 Solive.	709 liv.	4 onc.
2.	788	4
Force totale. . . .	1497	8
Force moyenne . . .	8	12

IV. EXPERIENCE.

Bois blanc dit de Violon.

1 Solive	359 liv.
2.	361
Force totale. . . .	720
Force moyenne . . .	360

V.

Chêne d'Europe.

1 Solive	809 liv.	4 onc.
2.	734	4
Force totale	1543	8
Force moyenne . . .	771	12

VI.

Sapin d'Europe.

1 Solive	559 liv.	
2.	459	4
Force totale	1018	4
Force moyenne . . .	509	2

ARTICLE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 515 sur 651

ARTICLE III. *Troisieme suite d'Expériences.*

BARREAUX ronds, faits au tour, de 18 pouces de longueur & d'un pouce de diametre.

I. EXPERIENCE.

Bois puant.

1 Barreau bien ferré par les deux bouts.	722 liv.	¾
2.	770	
3.	760	¼
Force totale	2253	
Force moyenne	751	

II.

Bois de Natte.

1 Barreau.	1251 liv.	¼
2.	1153	¾
3.	959	¼
Force totale	3364	¼
Force moyenne.	1121	6 on. ⅓

III.

Colophone.

1 Barreau	499 liv.	4 onc.
2.	561	
3.	550	
Force totale	1610	4
Force moyenne	536	12

IV. EXPERIENCE.

Tacamahaca.

1 Barreau.	759 liv.	12 onc.
2.	759	4
3.	709	4
Force totale	2228	4
Force moyenne.	742	12

V.

Chêne d'Europe.

1 Barreau	609 liv.	4 onc.
2.	759	4
3.	709	12
Force totale	2078	4
Force moyenne	692	12

VI.

Sapin d'Europe.

1 Barreau	670 liv.	4 onc.
2.	546	12
3.	384	4
Force totale	1601	4
Force moyenne	533	12

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 516 sur 651

ARTICLE IV. *Quatrieme ſuite d'Expériences.*

BARREAUX faits au tour, de 3 pieds de longueur, un pouce de diametre par un bout horizontalement, l'autre bout en l'air.

I. EXPERIENCE.

Bois de Natte.

	liv.	onc.
1 Barreau.	84	4
2.	54	4
Force totale.	138	8
Force moyenne . . .	69	4

II.

Chêne d'Europe.

	liv.	onc.
1 Barreau.	51	4
2.	42	4
Force totale.	93	8
Force moyenne. . . .	46	12

III. EXPERIENCE.

Tacamahaca.

	liv.	onc.
1 Barreau.	57	4
2.	53	4
Force totale.	110	8
Force moyenne. . . .	55	4

IV.

Sapin d'Europe.

Deux épreuves égales.
Force moyenne. . . . 27 liv. 4 onc.

Différence de la force des ſolives de même longueur, dont le quarré de leur épaiſſeur ſeroit à peu près le double du quarré de leur baſe, ou comme 7 eſt à 5, les ſolives poſées de champ & bien ſerrées par les deux bouts.

	Force quarrée moyenne. liv.	onc.	*Force moyenne de champ.* liv.	onc.	*Différence.* liv.	onc.
1. Bois puant . . .	959		927		32	
2. Bois de Natte .	1090		1061	12	28	4.
3. Tacamahaca . .	952	5	748	12	203	9.
4. Bois blanc . . .	442	5	360		82	5.
5. Chêne d'Europe.	825	10	771	12	53	14.
6. Sapin d'Europe.	713	10	509	2	204	8.

Différence de la force des ſolives de même longueur & d'un pouce quarér, à celle des barreaux ronds faits au tour, d'un pouce de diametre ſerrés par les deux bouts.

	Force moyenne des Bois quarrés.		*Force moyenne des Bois rondins.*		*Différence.*	
	liv.	onc.	liv.	onc.	liv.	onc.
1. Bois puant . . .	959	. .	751	. .	208	
2. Bois de Natte .	1090	. .	1121	6 . .	31	6.
3. Tacamahaca . .	952	5 . .	742	12 . .	209	9.
4. Chêne d'Europe.	825	10 . .	692	12 . .	132	14.
5. Sapin d'Europe.	713	10 . .	533	12 . .	179	14.

Fin des Expériences de M. Coſſigny.

CHAPITRE V.

Dans lequel on ſe propoſe d'examiner ſi dans les Mâts du Nord le bois de la circonférence eſt plus ou moins fort que celui du centre; ſi les fentes diminuent beaucoup la force des Pieces, & ſi le bois ſec eſt auſſi fort que le bois un peu humide.

JE vais maintenant rapporter les Expériences que nous avons faites ſur des bois ronds de Pin du Nord : elles fourniront la preuve de pluſieurs choſes que j'ai avancées dans le Livre précédent au ſujet des Bois de mâture ; & de plus, elles nous mettront en état de décider deux queſtions importantes.

Nous avons dit que, dans les Pins qui ſervent pour faire les mâts des gros vaiſſeaux, & qu'on tire du Nord, le bois du cœur étoit moins fort que celui de la circonférence : nos Expériences en fourniront une preuve complette.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 518 sur 651

De plus les Pins ſe gercent & ſe fendent en ſe ſéchant : il nous a paru intéreſſant de connoître s'ils étoient beaucoup affoiblis par les fentes, ou ſi, comme quelques-uns le croient, les fentes longitudinales influent peu ſur la force des mâts. J'avoue qu'il n'y a gueres de proportion entre la maſſe & la ſomme des fentes de nos petits rondins comparés à la maſſe & à la ſomme des fentes des gros mâts : mais comme il n'eſt pas poſſible de rompre d'auſſi groſſes pieces, il a fallu tirer le plus d'éclairciſſements qu'on a pu de nos petites Expériences ; & je crois que l'on conviendra que nous avons apporté toutes les attentions poſſibles à leur exécution. Ceci nous conduira à découvrir ſi le bois ſec eſt auſſi fort que le bois un peu humide.

Nous nous étions encore propoſé de connoître par des Expériences, ſi en frettant des mâts fendus avec des cercles de fer, on les fortifieroit : nous avons fait dans cette vue pluſieurs Expériences ; mais comme elles ne nous ont rien appris de poſitif, & ſur quoi on puiſſe compter, nous n'en ferons aucune mention.

ARTICLE I. *Suite d'Expériences pour connoître, à l'égard des Pins du Nord, dans quelle partie du tronc le bois a le plus de force ; & quel eſt l'affoibliſſement que les gerces & les fentes cauſent aux pieces de Mâture.*

COMME le mérite des Expériences que nous allons rapporter dépend de leur grande exactitude, il faut commencer par faire connoître les précautions que nous avons priſes pour parvenir à la plus grande préciſion.

§. 1. *Préparation pour rendre les Expériences exactes.*

LA *Figure* 22 (*Pl. XXII.*) repréſente l'aire de la coupe d'un bout de Pin du Nord dont on fait les mâtures : ce morceau avoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 519 sur 651

trois pieds de longueur, ayant été coupé au gros bout d'un mât d'environ 20 pouces de diametre au milieu de ſa longueur. Ce mât avoit reſté environ 8 ou 10 ans dans l'eau de la mer, comme on les tient ordinairement dans les Ports juſqu'à ce qu'on les mette en œuvre ; de ſorte que ce bout qui en a été coupé, étoit tellement pénétré d'eau de mer, qu'on a été obligé de le laiſſer un temps aſſez conſidérable ſous un hangar avant que de le débiter, afin qu'il ſe deſſéchât aſſez pour être travaillé. On tira de ce bout de mât (*Fig.* 22) 112 petits rondins de 3 pieds de longueur chacun, & d'un pouce un quart de diametre, comme je vais l'expliquer.

Après avoir fait raboter l'aire de la coupe, on la diviſa à peu près en huit parties égales, en traçant à la main ſix cercles qui avoient pour centre le cœur de l'arbre, & la circonférence paſſoit par les points de diviſion *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, en ſuivant, non la circonférence d'un cercle parfait, mais la trace des cercles annuels de végétation, afin que les rondins pris dans chacun des eſpaces *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, fuſſent parfaitement égaux en qualité, en âge & en dimenſions, en un mot à tous égards.

On marqua enſuite à la main dans chaque eſpace le plan de tous les rondins avec une lettre, pour les reconnoître après qu'ils ſeroient ſéparés de la piece, & ſavoir la place qu'ils occupoient dans le tronc de l'arbre.

On n'a point tiré de rondin dans l'eſpace *G*, parce que le bois, à cet endroit, étoit de l'aubier extrêmement ramolli par l'eau de la mer, & il avoit une couleur fort différente du bois de l'intérieur. A l'égard de l'eſpace *F*, qui étoit tout à fait dans le cœur de l'arbre, on n'a pu en tirer aucun rondin, parce que tous les traits de la ſcie qui s'entrecoupoient dans le centre avoient emporté preſque tout le bois compris dans ce dernier eſpace. Ainſi on n'a pu avoir de piece de comparaiſon que du bois compris dans les orbes *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.

On conçoit, par la façon dont cette piece de bois a été débitée, que tous les rondins marqués aux mêmes lettres étoient de même qualité, de même âge, & parfaitement pa-

reils à tous égards. On en a donc tiré 112 rondins, qui ont fourni autant de pieces de comparaiſon.

Nous avons cru très-important d'employer pour toutes nos Expériences des bois qui fuſſent de même qualité, de même âge, & qu'il y eût dans les pieces comparées même nombre de couches annuelles : ce qui nous a déterminé à les faire la plûpart avec du Pin du Nord, dont les couches ſont droites, uniformes, très-aiſées à diſtinguer. Chaque billon pouvoit fournir le nombre de pieces que nous voulions mettre en comparaiſon : par exemple, dans le billon (*Figure* 22) on pouvoit avoir 8 barreaux tirés de l'orbe *E*, dont l'âge, la ſomme des cercles annuels, & la qualité du bois étoient auſſi ſemblables qu'il eſt poſſible de ſe le procurer : & lorſqu'on a employé des pieces armées, toutes les pieces d'armures étant priſes dans le même orbe, étant de même groſſeur & longueur, ne différoient que par la façon de les aſſembler. On a enſuite peſé toutes les pieces quand elles ont été travaillées. Avec ces attentions, il y a lieu de croire qu'en les chargeant avec des poids connus, & dans des intervalles de temps égaux, prenant un réſultat moyen entre ceux de pluſieurs pieces, répétant les mêmes épreuves avec des barreaux pris dans l'orbe *B* ou dans l'orbe *C*, on peut eſpérer d'avoir de juſtes objets de comparaiſon, & de pouvoir opérer avec toute l'exactitude poſſible. Nous avons auſſi eu l'attention, tant pour les pieces ſimples que pour celles d'aſſemblage, de mettre toujours les couches dans une ſituation perpendiculaire, comme *BB* (*Figure* 24), & jamais comme *A A*, encore moins comme *C C* même figure.

Il faut rapporter maintenant les précautions que nous avons priſes pour exécuter les Expériences qui doivent faire connoître quel eſt l'affoibliſſement que les fentes peuvent occaſionner, & ſi le bois du centre eſt de même force que celui de la circonférence.

Avant que de faire rompre tous ces rondins ſous des poids connus, on a fait des fentes artificielles à huit rondins marqués chacun d'une lettre différente ; & en ayant trouvé qui étoient fendus naturellement en quelques endroits, on leur a fait d'au-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 521 sur 651

tres petites fentes artificielles, qui ont assez bien réussi au moyen d'un outil fait exprès; de sorte qu'on a eu huit rondins marqués de chaque lettre, avec des fentes naturelles ou artificielles qui pénétroient presque jusqu'au centre du rondin, pour être comparés avec pareil nombre marqué des mêmes lettres, qui n'avoient point de fentes.

Pour faire rompre tous les morceaux de bois dont nous voulions éprouver la force, nous les avions sellés (*Fig.* 25, *Pl. XXIII.*) par un de leurs bouts dans une muraille *A*, & nous suspendions à l'autre bout une caisse *B* dans laquelle on mettoit les poids jusqu'à ce qu'il y en eût assez pour les faire rompre. Mais cet appareil n'ayant pas réussi, parce que le sellement s'affaissoit, & que le bois s'endommageoit sur le point d'appui, nous essayâmes de coucher la piece *b b*, qu'on vouloit éprouver, sur un établi *a a* (*Figure* 26). Nous posions sur la piece *b b* un fort listeau *c c* qu'on retenoit avec des valets *d d*. Un foible barreau couché sur la table de l'établi, & désigné par la ligne ponctuée *f f*, servoit à reconnoître la courbure qu'il prendroit avant que de rompre. A un des bouts *b* du barreau qu'on vouloit éprouver, étoit suspendue une caisse *e* dans laquelle on mettoit suffisamment de poids pour faire rompre le barreau, & le fil à-plomb *g g* servoit à reconnoître le raccourcissement du barreau. Cette disposition ne nous ayant pas encore procuré l'exactitude que nous desirions, nous essayâmes de faire reposer les deux bouts des barreaux sur deux forts treteaux, & de les charger par leur milieu. Il se présenta deux inconvénients : l'un étoit que quelques barreaux se déversoient d'un côté ou d'un autre; l'autre, qu'en mettant des poids à la main dans la boîte, il se faisoit une secousse. Enfin, il nous parut avantageux de fournir les poids peu à peu, & dans des intervalles de temps égaux. Ce qui nous détermina à avoir recours à l'établissement représenté par la *Figure* 27. *A* est une caisse suspendue à la piece qu'on chargeoit. *B*, deux forts listeaux qui laissoient entre eux un espace dans lequel on mettoit la piece qu'on vouloit rompre; ils servoient à l'empêcher de se déverser. *D* est un magasin de plomb en grenaille fine

avec ſon canal en entonnoir, qui répondoit dans la caiſſe *A* pour augmenter peu à peu par cette grenaille la charge qu'on vouloit donner au barreau. *E* eſt une petite porte à couliſſe qu'on pouvoit ouvrir & fermer à ſouhait, de façon qu'elle fourniſſoit une livre de poids par ſeconde. *F*, deux forts treteaux ſur leſquels repoſoit par les bouts la piece qu'on vouloit rompre. *G*, forte planche attachée ſur les treteaux avec quatre vis *C* pour les rendre encore plus ſolides. *H* eſt un entonnoir de cuir qui ſert à conduire la grenaille dans la caiſſe. *I*, petit gradin pour élever la caiſſe de la grenaille. Il eſt évident que par cette diſpoſition tous les barreaux étoient chargés peu à peu dans un même intervalle de temps juſqu'à ce qu'ils rompiſſent, & qu'il étoit aiſé, au moyen des liſteaux *B B*, de connoître la courbure qu'ils prenoient. On pouvoit, au moyen de la porte à couliſſe *E*, interrompre l'écoulement de la grenaille, pour laiſſer quelque temps le barreau ſous une même charge : car un poids qui ne fait pas rompre un barreau ſur le champ, le rompt ſouvent quelque temps après, ſans être plus conſidérable. C'eſt avec cet ajuſtement que nous avons fait toutes nos Expériences.

§ 2. *PREMIERE EXPÉRIENCE ſur huit Barreaux cotés* E *à la Figure* 22, *Planche XXII.*

APRÈS avoir fait toutes ces préparations avec la préciſion la plus exacte, on commença à faire rompre les rondins *E* (*Figure* 22) en les ſaiſiſſant par un bout ſeulement dans un trou fait à une muraille (*Fig.* 25, *Pl. XXIII*), parce que les mâts ſont ainſi retenus par un de leurs bouts. Mais voyant que cette façon de rompre ces rondins étoit difficile à exécuter & peu exacte, parce qu'en pliant beaucoup, le poids échappoit, & qu'elles ſe coupoient à fleur de l'arrête du point d'appui, les cinq premiers barreaux qu'on fit rompre ſont regardés comme inutiles. Ajoutons que deux ſe trouverent trop défectueux pour être rompus; ainſi des huit rondins tirés de la zone *E*, il n'en reſta qu'un qu'on pût rompre étant ſoutenu par ſes deux bouts.

Voici cependant les poids qui ont fait rompre les cinq rondins qui

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 523 sur 651

qui ont été fixés par une de leurs extrémités, & qui avoient tous 16 couches annuelles.

N°.	I a rompu ſous	39 livres.
	II.	44.
	III.	51.
	IV.	63.
	V.	44.

La force de celui qui étoit ſoutenu par ſes deux bouts, s'eſt trouvée de 267 livres.

§. 3. *SECONDE EXPÉRIENCE, ſur ſeize Rondins* D (Fig. 22), *dont huit avoient des fentes qui entroient juſqu'au centre, & huit étoient ſans fentes. Tous avoient* 17 *cercles annuels.*

1 Rondin D ſans fentes.	337 liv.	1 Rondin D avec fentes.	300 liv.
2.	349	2.	274
3.	260	3.	252
4.	310	4.	271
5.	320	5.	389
6.	394	6.	320
7.	325	7.	267
8.	335	8. il a rompu par un petit nœud vers le milieu.	260
	2630 liv.		2333
Force moyenne.	328 12 on.	Force moyenne.	291 liv. 10 on.

§. 4. *TROISIEME EXPÉRIENCE, ſur ſeize Rondins* C, *huit ſans fentes & huit avec des fentes. Tous avoient* 20 *cercles annuels.*

1 Rondin C ſans fentes.	Cette piece s'eſt ſéparée en feuillets ſous le poids de 192 liv.	
2.	355 liv.	avant que de caſſer. Et pour cette raiſon
3.	345	on n'a pas compris ſa force avec les
4.	355	autres.
5.	300	
6.	377	
7.	335	
8. On n'a point compris ſa force, parce que les couches ſe ſont ſéparées ſous le poids de 250 liv. avant que de ſe rompre.		
	2067	
Force moyenne.	344 liv. 8 on.	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 524 sur 651

1 Rondin C avec fentes. .	290 liv.
2.	297
3.	274
4.	305
5 non compriſe, parce qu'elle s'eſt feuilletée étant chargée de	200 liv.
6.	300
7.	355
8.	352
	2173
Force moyenne	310 l. 7 on.

§. 5. *QUATRIEME EXPÉRIENCE, ſur ſeize Rondins* B, *huit ſans fentes & huit avec des fentes.*

1 Rondin *B* ſans fentes. .	345 liv.
2.	355
3.	355
4.	355
5.	358
6.	330
7.	337
8.	335
	2770
Force moyenne.	346 liv. 4 o.

1 *B* avec fentes artificielles	335 liv.
2.	310
3.	325
4.	348
5.	351
6 avec fentes naturelles.	335
7.	320
8.	345
	2669
Force moyenne.	333 l. 10 on.

§. 6. *CINQUIEME EXPÉRIENCE, ſur ſeize Rondins* A, *huit ſans fentes & huit avec des fentes.*

1 *A* ſans fentes. . . .	310 liv.
2.	386
3.	367
4.	377
5.	357
6.	345
7.	394
8.	350
	2886
Force moyenne. . . .	360 l. 12 on.

1 *A* avec fentes. . . .	335 liv.
2.	330
3.	350
4.	367
5.	300
6.	287
7.	300
8.	340
	2609
Force moyenne. . . .	326 liv. 2 on.

§. 7. *RECAPITULATION des Forces moyennes.*

Nombre des Cercles de végétation.

	liv.	onc.		liv.	onc.	diff.
34 *A* Sans fentes.....	360	12.	Avec fentes.....	326	2	$\frac{1}{11}$.
32 *B* Sans fentes.....	346	4.	Avec fentes.....	333	10	$\frac{1}{26}$.
30 *C* Sans fentes.....	344	8.	Avec fentes.....	310	7	$\frac{1}{10}$.
22 *D* Sans fentes.....	328	12.	Avec fentes.....	291	10	$\frac{1}{9}$.
18 *E* Sans fentes * ...	267					

* La force de cette piece n'entre point en comparaiſon, parce qu'elle a été la ſeule caſſée étant appuyée par une de ſes extrémités.

ARTICLE II. *Expérience faite dans les mêmes vues que les précédentes, & pour connoître de plus si le bois sec est aussi fort que le bois un peu humide.*

VINGT mois après avoir fait cette suite d'Expériences, on fit rompre de la même façon 40 autres Rondins qui avoient été tirés dans le même temps d'un autre bout de mât de même longueur & à peu près de même grosseur, & arrondis précisément au même diametre que les premiers, mais qui étoient beaucoup plus secs lorsqu'on les rompit.

Voici le détail des forces de ces Rondins.

§. 1. *PREMIERE EXPÉRIENCE, sur huit Rondins* E, *qui avoient* 18 *cercles de végétation.*

1. . . . . 285 liv.	Les quatre autres avoient des défauts qui les ont fait rompre par 200 à 220 livres, ce qui fait qu'on n'en a pas tenu compte.
2. 265	
3. 265	
4. 265	
1080	
Force moyenne. 270	

§. 2. *SECONDE EXPÉRIENCE, sur huit Rondins* D, *qui avoient* 18 *cercles annuels.*

1. . . . . 275 liv.	6. . . . . 330 liv.
2. 265	7. 295
3. 250	8. 260
4 rompu par un nœud. . .	1960
5. 285	Force moyenne. 280

§. 3. *TROISIEME EXPÉRIENCE, sur huit Rondins* C, *qui avoient* 20 *cercles annuels.*

1. . . . . 275 liv.	Les Rondins 6 & 7 s'étant partagés au cœur avant que de rompre, n'étant chargés que de 160 livres, on ne les a pas compris.
2. 245	
3. 300	
4. 300	
5. 310	
8. 310	
1740	
Force moyenne. 290	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 526 sur 651

§. 4. *QUATRIEME EXPÉRIENCE, sur huit Rondins B, qui avoient 33 cercles annuels.*

1.	300 liv.	8.	310
2.	300		2120
3.	300	Force moyenne.	302 l. 13 on.
5.	300		
6.	300		
7.	310		

Le N°. 4 s'étant séparé par feuillets avant que de rompre, n'étant chargé que de 245 livres, on n'en a pas tenu compte.

§. 5. *CINQUIEME EXPÉRIENCE, sur huit Rondins A, qui avoient 30 cercles annuels.*

1.	330 liv.	6 il avoit du bois d'aubier	240
2.	300	7.	280
3.	310	8.	280
4.	280		2060
5.	280	Force moyenne.	294 l. 4 on.

§. 6. *TABLE des Forces moyennes des Bois secs.*

	liv.	onc.	DIFFERENCES liv.	onc.
A avec 30 cercles de végétation...	294	4		
			 8	9
B.....33 cercles.....	302	13		
			12	13
C.....20 cercles.....	290			
			10	
D.....18 cercles.....	280			
			10	
E.....18 cercles	270			

§. 7. *TABLE des Forces moyennes de tous les Barreaux qui n'avoient point de fentes, mais qui étoient plus ou moins secs, énoncés dans la Table de l'Art. I, § 7, & de l'Art. II, § 6.*

	liv.	onc.	FORCES MOYENNES liv.	onc.	DIFFERENCES liv.	onc.
A. Premiere Expérience.	360	12	327	8		
A. Seconde Expérience.	294	4				
					3	
B. Premiere Expérience.	346	4	324	8		
B. Seconde Expérience.	302	13				
					..... 7..	4
C. Premiere Expérience.	344	8	317	4		
C. Seconde Expérience.	290					
					.....12..	14
D. Premiere Expérience.	328	12	304	6		
D. Seconde Expérience.	280					
					.....35..	14
E. Premiere Expérience.	267		268	8		
E. Seconde Expérience.	270					

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 527 sur 651

ARTICLE III. *Conſéquences qu'on peut tirer de ces Expériences.*

EN comparant, dans chacune de ces Expériences, les forces moyennes de tous les rondins marqués des mêmes lettres, avec les forces de ceux des différentes lettres, & les différents rapports qu'elles ont entr'elles, eu égard à la partie du tronc dans lequel ces rondins ont été pris : conſidérant d'ailleurs le rapport de ces mêmes forces avec le nombre des cercles de végétation de l'arbre qui ſont dans chaque rondin : comparant de plus les forces moyennes des rondins dans la premiere ſuite d'Expériences avec celles des rondins dans la ſeconde ſuite, eu égard à l'état du plus ou du moins de ſéchereſſe des mêmes rondins lorſqu'ils ont été rompus, il réſulteroit de toutes ces comparaiſons bien des conſéquences curieuſes & même utiles : mais comme ces comparaiſons ſont aiſées à faire, & comme notre but principal en faiſant ces Expériences ſur des bois de Pin du Nord, qu'on emploie pour les mâtures, a eu deux principaux objets, dont le premier regarde le rapport des forces dans les pieces de mâture lorſqu'elles ſont gercées ou fendues par deſſéchement, avec la force de celles qui ne le ſont point, & le ſecond eſt de ſavoir dans quelle partie du tronc le bois a le plus de force, ſelon qu'il eſt plus ou moins éloigné du cœur de l'arbre ; on a cru devoir s'arrêter à ces deux objets. Les faits étant ici bien conſtatés, chacun pourra, ſuivant l'exigence des cas, combiner différemment les réſultats. Quant à ce qui regarde les fentes & les gerces, on verra, par la comparaiſon que nous allons donner des forces moyennes des trente-deux rondins qui ont été fendus, avec la force d'un pareil nombre d'autres rondins qui n'avoient aucune fente, juſqu'où va la diminution de force que les gerces cauſent à une piece de mâture ; bien entendu cependant que les petites fentes que nous avons faites à nos barreaux de petite ſolidité, ne ſont pas exactement comparables aux fentes d'un gros mât. Quoi qu'il en ſoit, voici l'extrait des comparaiſons.

La ſomme des forces moyennes de tous les rondins ſans fentes, qui eſt de 345 livres, comparée avec la ſomme des forces moyennes des rondins fendus, qui eſt de 316 livres, fait une différence de 29 livres, à l'avantage des rondins qui ne ſont point fendus, dont le rapport eſt comme 1 à 12.

D'où il ſuit qu'une piece de mâture qui eſt gercée & fendue par deſſéchement perd environ un onzieme ou un douzieme de la force qu'elle auroit eue ſi elle eût été ſaine & ſans fentes. Car les rondins fendus de cette Expérience, de même que ceux qui ne l'étoient point, ont été rompus très-exactement de la même façon; & ils étoient parfaitement égaux en qualité & en dimenſion, comme il a été montré plus haut. Voilà pour les fentes & les gerces.

A l'égard du ſecond objet, qui regarde la force du bois ſelon la place qu'il occupe dans les différentes parties du tronc, on trouve dans l'expoſé de la premiere & de la ſeconde Expérience la ſolution de cette queſtion.

Cependant avant que d'entrer dans la comparaiſon des forces de ces deux Expériences, on doit obſerver que les rondins *E* (premiere Expérience) ne doivent point entrer en comparaiſon avec les autres rondins qui les ſuivent, parce qu'ils ont été rompus au commencement étant appuyés ſur une ſeule extrémité, & plantés dans un mur, ce qui eſt défectueux pour les raiſons que nous avons rapportées plus haut; il n'en eſt pas de même pour les rondins *D*, ainſi que pour tous les autres qui les ſuivent, parce qu'ils ont été rompus étant appuyés ſur leurs deux extrémités.

Faiſons maintenant la comparaiſon des forces moyennes des 32 rondins *A*, *B*, *C*, *D* qui étoient ſans fentes.

La force moyenne des rondins *D*, qui eſt de 328 livres 12 onces, (priſe à la Table, Art. I, § 7, pag. 452.) comparée à celle des rondins *C*, qui eſt de 344 livres 8 onces, fait une différence de 15 livres 12 onces à l'avantage des rondins *C* ſur *D*. Donc, par cette comparaiſon, l'avantage de la force eſt pour le bois qui s'éloigne du cœur de l'arbre.

Comparant enſuite la force moyenne des rondins *C*, qui eſt

de 344 livres 8 onces, avec celle des rondins *B*, qui eſt de 346 livres 4 onces, on trouve une autre différence d'une livre 12 onces à l'avantage des rondins *B*. Donc, l'avantage de la force ſe trouve encore pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Comparant enfin la force moyenne des rondins *B*, qui eſt de 346 livres 4 onces, avec celle des rondins *A*, qui eſt de 360 livres 12 onces, on trouve encore une autre différence de 14 livres 8 onces à l'avantage des rondins *A* ſur les rondins *B*. Donc, dans cette Expérience, comme dans les autres, l'avantage de la force ſe trouve conſtamment pour le bois qui s'éloigne du cœur.

D'où l'on pourroit conclure que dans une groſſe piece de mâture qui auroit, comme celle-ci, environ 260 cercles annuels de végétation, & conſéquemment environ 260 ans d'âge, le bois qui eſt le plus près du cœur eſt le plus foible, & qu'il devient fort de plus en plus à meſure qu'il s'en éloigne.

Mais avant que de ſuivre plus loin le réſultat des comparaiſons de cette premiere Expérience, il eſt bon de voir les rapports des forces moyennes des 40 autres rondins qui ont été tirés d'une autre piece de mâture, différente de la premiere en âge & en groſſeur, leſquels rondins ont été travaillés préciſément de même diametre que les premiers, & ont été rompus de la même façon, enſorte qu'ils ne différoient des premiers que parce qu'ils étoient plus ſecs, leur force ayant été éprouvée vingt mois après. Voici donc la comparaiſon des forces moyennes des quarante autres rondins de Pin du Nord, provenants d'une piece de mâture qui avoit 210 cercles annuels de végétation, & dont, par conſéquent, l'âge étoit à peu près de 210 ans.

La force moyenne des rondins *E*, qui eſt, dans cette ſeconde Expériene, (Voyez la Table Art. II, § 6) de 270 liv. comparée à celle des rondins *D*, qui eſt de 280 livres, fait une différence de 10 livres à l'avantage des rondins *D* ſur *E*. Donc l'avantage de la force eſt pour le bois qui s'éloigne du cœur, de même que dans la premiere ſuite d'Expériences.

Comparant enſuite la force moyenne des rondins *D*, de 280 livres, avec les rondins *C*, qui eſt de 290 livres, il y a une autre différence de 10 livres à l'avantage des rondins *C* ſur les rondins *D*. Donc l'avantage de la force eſt encore ici pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Remontant vers l'écorce pour comparer les rondins *C*, dont la force moyenne eſt de 290 livres, avec celle des rondins *B*, qui eſt de 302 livres 13 onces, on trouve une différence de 12 livres 13 onces à l'avantage de *B* ſur *C*. Donc l'avantage de force, dans cette Expérience, comme dans la premiere, eſt toujours pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Continuant de comparer les rondins *B*, dont la force eſt de 302 livres 13 onces, avec les rondins *A*, dont la force n'eſt que de 294 livres 4 onces, on trouve un déſavantage de force en *A*, & l'avantage dans les rondins *B* ſur les rondins *A*, de 8 livres 9 onces, duquel on rendra raiſon dans un moment. Cependant au lieu de conclure pour ces derniers rondins, comme nous avons conclu pour les autres, que la plus grande force du bois ſe trouve toujours dans celui qui va en s'éloignant du cœur, on conclura ſeulement que la plus grande force réſide dans l'orbe compris de *A* à *B*, ce qui fait environ la troiſieme partie extérieure du rayon, ou du demi-diametre du tronc.

A l'égard de la variété qu'on vient de trouver dans les forces des derniers rondins *A* & *B* de cette ſeconde Expérience, dans laquelle on a vu que *B* eſt plus fort que *A*, & dans la premiere au contraire que *A* eſt plus fort que *B*, apparemment qu'un de ces arbres étoit parvenu au *maximum* de ſon accroiſſement, au lieu que l'autre profitoit encore. Le nombre des cercles de végétation qui font le corps de ces rondins pourroit bien encore en être la cauſe ; car on voit dans l'expoſé de la premiere Expérience, que les rondins *A* avoient 34 cercles annuels, & les rondins *B* n'en avoient que 32, quoique toutes ces pieces fuſſent très-exactement de même diametre : & par l'expoſé de la ſeconde Expérience, que les rondins *A* n'avoient que 30 cercles de végétation, & les rondins *B* 33. Comme il paroît que la force de ces rondins ſuit à peu près la proportion

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 531 sur 651

tion du nombre des cercles annuels, il s'enſuivroit qu'à diametre égal, une piece de Pin du Nord qui auroit une plus grande quantité de cercles annuels de végétation, ſeroit plus forte, & conſéquemment de meilleure qualité, qu'une autre de même diametre qui en auroit moins. Cette remarque, digne d'attention, juſtifie l'uſage où l'on eſt de donner la préférence aux pieces de mâtures dont les couches ſont minces.

Comparons maintenant la ſomme des forces moyennes des deux Expériences.

La ſomme des forces moyennes de tous les rondins *E*, qui eſt de 268 livres 8 onces, comparée à celle des rondins *D*, qui eſt de 304 livres 6 onces, fait une différence de 35 livres 14 onces à l'avantage de *D* ſur *E*. Donc l'avantage de la force ſe trouve dans le bois qui s'éloigne du cœur.

Comparant enſuite la même ſomme des forces des rondins *D* avec *C*, on y trouve une différence de 12 livres 14 onces à l'avantage de *C*. Donc l'avantage de la force ſe trouve toujours pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Comparant de même *C* avec *B*, il y a une différence de 7 livres 4 onces à l'avantage de *B*. Donc l'avantage de la force eſt encore ici pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Comparant enfin *B* avec *A*, on y trouve encore une différence de 3 livres à l'avantage de *A* ſur *B*. Donc l'avantage de la force ſe trouve conſtamment pour le bois qui s'éloigne du cœur.

Donc il eſt prouvé, par ces deux Expériences, qu'aux Pins du Nord dont on fait les mâtures des grands vaiſſeaux, qui ont environ 220 années, & qui ont ſéjourné dans l'eau de la mer long-temps avant que d'être façonnés & mis en œuvre, le bois qui a le moins de force eſt celui qui eſt le plus proche du cœur; & qu'à meſure qu'il s'en éloigne, il a plus de force.

On doit remarquer, dans ces deux Expériences, que le bois de Pin du Nord perd conſidérablement de ſa force par la trop grande ſéchereſſe : car on voit que la ſomme moyenne de toutes les forces de tous les rondins de la derniere ſuite d'Expériences, (qui étoient beaucoup plus ſecs que ceux de la premiere,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 532 sur 651

ayant été rompus une année & demie après les premiers,) laquelle ſomme eſt de 287 livres 6 onces, étant comparée à la ſomme des forces moyennes de la premiere Expérience, qui eſt de 345 livres 1 once, il y a une différence de 57 livres 11 onces en diminution de force que l'évaporation de la ſeve a cauſée.

Il ſuit des Expériences que nous venons de rapporter 1°, que le Pin du Nord perd environ une ſixieme partie de ſa force par une trop grande ſéchereſſe, qu'on fait très-bien de tenir les bois dans l'eau pour prévenir leur deſſéchement, & qu'il faut eſſayer de conſerver un peu d'humidité aux mâts qui ſont travaillés, & qu'on ne peut tenir dans l'eau, en mettant quelque enduit gras ſur toute leur ſurface, & tenant enſuite ces bois ainſi enduits dans des lieux frais, peu aérés & cependant ſecs.

2°, Que dans ces gros Pins, le bois qui a le plus de force, eſt celui qui en diviſant le diametre de l'arbre du centre vers la circonférence juſqu'à l'aubier incluſivement en ſix parties égales, ſe trouve dans la cinquieme partie : mais on conçoit que cela eſt ſujet à varier ſuivant bien des circonſtances.

3°, Il réſulte de nos Expériences, que les fentes ont cauſé à nos petits barreaux une diminution de force de 30 livres, ce qui n'eſt qu'environ un onzieme de la force des rondins qui n'avoient point de fentes.

On s'eſt apperçu que les Expériences que nous venons de préſenter ont un rapport direct aux mâts : ainſi elles ſont liées avec l'objet qui nous a occupés dans le Chapitre ſecond du Livre précédent. Il nous a encore paru intéreſſant de ſavoir, à ſolidité égale, leſquels avoient plus de force, des bois ronds ou des bois quarrés : ce ſera cet objet qui nous occupera principalement dans le Chapitre ſuivant. Nous y examinerons auſſi quelle ſera la courbure que ces bois prendront ſous différentes charges.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 533 sur 651

CHAPITRE VI.

Expériences pour connoître, dans les Barreaux d'une ſeule piece, quel eſt le rapport de la force abſolue des Barreaux d'une même longueur & d'un même volume, dont les uns ſeroient ronds, & les autres équarris; & de plus quelle eſt la courbure que les uns & les autres prennent, étant chargés de différents poids, juſqu'à celui qui peut les faire rompre.

ARTICLE I. *Préparation.*

ON A FAIT ſix Barreaux de Pin du Nord, chacun de 3 pieds de longueur, dont trois ont été équarris, & réduits à 10 $\frac{1}{4}$ lignes de hauteur ſur 7 $\frac{1}{4}$ lignes de largeur : trois autres ont été arrondis, & on leur a donné 9 $\frac{3}{4}$ lignes de diametre, enſorte que l'aire de la baſe des rondins étoit égale à l'aire du parallélogramme de la baſe des parallélipipedes ou barreaux quarrés.

Avant que de faire plier & rompre ces barreaux, on s'eſt aſſuré de la parfaite égalité de leur volume, en les peſant les uns après les autres; & quand on trouvoit une différence dans le poids, (différence toujours peu conſidérable, parce que tous ces barreaux avoient été travaillés avec beaucoup de ſoin,) on les réduiſoit au même poids en rabotant très-délicatement les plus peſants, & en les préſentant dans la balance à chaque coup de rabot.

Pour obſerver avec exactitude la courbe qu'ils prendroient ſous différents poids, on fixoit verticalement derriere le bar-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 534 sur 651

reau qu'on chargeoit, une feuille d'un fort carton fin, qui étoit attaché à un chaſſis de Menuiſerie; ce carton étant tout près du barreau dont on éprouvoit la force, on traçoit avec un crayon bien pointu (le barreau ſervant de regle) la courbe qu'il prenoit étant chargé de différents poids: & afin d'avoir exactement la longueur des ordonnées de cette courbe, on avoit eu l'attention de tracer une ligne droite *A D*, (*Pl. XXIV, Fig.* 1) qui repréſentoit le barreau avant qu'il fût chargé, ſur laquelle on avoit abaiſſé les verticales *A B*, *a b*, *a b*, *a b*, &c. qui diviſoient en cinq parties égales la moitié *A D* de la longueur du barreau. Chacune de ces parties *A*, *a*, *a*, *a*, &c. furent encore diviſées en quatre parties égales par d'autres verticales, & chacune de ces parties en vingt-cinq autres parties égales: ainſi la moitié *A D* du barreau ſe trouvoit diviſée en cinq cent parties égales, au moyen deſquelles on meſuroit très-exactement l'abaiſſement des différentes parties des barreaux ſous différentes charges.

ARTICLE II. *Premiere ſuite d'Expériences faites ſur des Barreaux ronds.*

ON chargea le barreau rond, N°. 1, de 25 livres; & l'ayant laiſſé paſſer 5 minutes ſous cette charge, on traça ſur le carton la courbe *B b b D*: mais comme à cauſe de la figure cylindrique de ce barreau, le crayon varioit, la courbe ne pouvoit pas être tracée avec préciſion; ce qui nous fit prendre le parti de nous contenter, pour les rondins, de ne prendre que la valeur de la plus grande ordonnée *A B*.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

Le barreau rond, N°. 1, étant chargé de 25 livres, la fleche *A B* avoit 5 lignes de longueur; étant chargé de 50 livres, elle avoit 10 $\frac{1}{2}$ lignes; étant chargé de 75 livres, elle avoit 17 lignes; étant chargé de 85 livres, 23 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 100 livres, toujours ayant reſté en charge 5 minutes, elle

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 535 sur 651

avoit 25 lignes ; ayant ajouté une livre, elle fut de 29 lignes ; & le rondin rompit ſous le poids de 101 liv. 2 onc.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

BARREAU rond, N°. 2, chargé de 25 livres, plia de 6 lignes ; chargé de 50 livres, plia de 10 $\frac{1}{2}$ lignes ; chargé de 75 livres, plia de 17 lignes ; chargé de 85 livres, plia de 23 lignes $\frac{1}{4}$; chargé de 100 livres, toujours au bout de 5 minutes, plia de 30 $\frac{1}{2}$ lignes, & rompit avant les 5 minutes : c'eſt pourquoi on n'eſtima ſa force qu'à 85 livres.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

BARREAU rond, N°. 3, chargé de 25 livres, plia de 5 $\frac{3}{4}$ lignes ; chargé de 50 livres, plia de 10 $\frac{1}{2}$ lignes ; chargé de 75 livres, plia de 23 $\frac{1}{4}$ lignes ; chargé de 100 livres, plia de 30 $\frac{1}{2}$ lignes ; & ayant rompu avant les cinq minutes, on fixa ſa force à 88 liv. 3 onc.

ARTICLE III. *Seconde ſuite d'Expériences faites avec des Barreaux quarrés.*

NOUS allons entrer dans de plus grands détails pour les barreaux quarrés numérotés 4, 5 & 6, afin qu'ayant un plus grand nombre d'ordonnées, on puiſſe mieux connoître la courbe qu'ils ont priſe ſous différents poids.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

BARREAU quarré, N°. 4, chargé de 25 livres : l'ordonnée 1, 18 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 2, 18 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 3, 18 lignes ; l'ordonnée 4, 17 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 5, 17 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 6, 16 $\frac{5}{6}$ lignes ; l'ordonnée 7, 16 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 8, 15 $\frac{5}{6}$ lignes ; l'ordonnée 9, 15 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 10, 14 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 11, 14 lignes ; l'ordonnée 12, 13 lignes ;

l'ordonnée 13, 12 lignes; l'ordonnée 14, 11 lignes; l'ordonnée 15, 10 lignes; l'ordonnée 16, 9 lignes; l'ordonnée 17, 8 lignes; l'ordonnée 18, 6 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 19, 5 lignes; l'ordonnée 20, 4 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 21, 3 $\frac{1}{3}$ lignes.

Le même barreau, N°. 4, chargé de 50 livres : l'ordonnée 1, 29 lignes; l'ordonnée 2, 28 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 3, 28 lignes; l'ordonnée 4, 27 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 5, 27 lignes; l'ordonnée 6, 26 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 7, 25 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 8, 24 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 9, 23 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 10, 22 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 11, 21 lignes; l'ordonnée 12, 19 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 13, 18 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 14, 16 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 15, 15 lignes; l'ordonnée 16, 13 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 17, 12 lignes; l'ordonnée 18, 10 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 19, 8 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 20, 7 lignes; l'ordonnée 21, 5 lignes.

Le même barreau, N°. 4, chargé de 75 livres : l'ordonnée 1, 44 lignes; l'ordonnée 2, 43 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 3, 43 lignes; l'ordonnée 4, 42 lignes; l'ordonnée 5, 41 lignes; l'ordonnée 6, 40 lignes; l'ordonnée 7, 39 lignes; l'ordonnée 8, 37 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 9, 36 lignes; l'ordonnée 10, 34 lignes; l'ordonnée 11, 32 lignes; l'ordonnée 12, 30 lignes; l'ordonnée 13, 28 lignes, l'ordonnée 14, 25 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 15, 23 lignes; l'ordonnée 16, 20 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 17, 18 lignes; l'ordonnée 18, 15 $\frac{1}{4}$ lignes; l'ordonnée 19, 12 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 20, 9 $\frac{3}{4}$ lignes; l'ordonnée 21, 7 lignes.

Le même barreau, N°. 4, chargé de 100 livres : l'ordonnée 1, 50 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 2, 50 lignes; l'ordonnée 3, 49 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 4, 48 $\frac{2}{3}$ lignes; l'ordonnée 5, 47 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 6, 46 lignes; l'ordonnée 7, 44 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 8, 42 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 9, 40 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 10, 38 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 11, 36 lignes; l'ordonnée 12, 33 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 13, 31 lignes; l'ordonnée 14, 28 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 15, 26 lignes; l'ordonnée 16, 23 lignes; l'ordonnée 17, 20 lignes; l'ordonnée 18, 17 lignes; l'ordonnée 19, 14 lignes; l'ordonnée 20, 11 lignes; l'ordonnée 21, 7 $\frac{1}{2}$ lignes.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 537 sur 651

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

LE barreau quarré, N°. 5, & semblable au précédent, étant chargé de 25 livres : l'ordonnée 1, 22 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 2, 22 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 3, 22 lignes ; l'ordonnée 4, 21 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 5, 21 lignes ; l'ordonnée 6, 20 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 7, 20 lignes ; l'ordonnée 8, 19 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 9, 19 lignes ; l'ordonnée 10, 18 lignes ; l'ordonnée 11, 17 lignes ; l'ordonnée 12, 15 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 13, 14 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 14, 13 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 15, 12 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 16, 11 lignes ; l'ordonnée 17, 9 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 18, 8 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 19, 7 lignes ; l'ordonnée 20, 5 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 21, 4 lignes.

Le même barreau, N°. 5, étant chargé de 50 livres : l'ordonnée 1, 32 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 2, 32 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 3, 32 lignes ; l'ordonnée 4, 31 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 5, 31 lignes ; l'ordonnée 6, 30 lignes ; l'ordonnée 7, 29 lignes ; l'ordonnée 8, 28 lignes ; l'ordonnée 9, 27 lignes ; l'ordonnée 10, 25 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 11, 24 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 12, 23 lignes ; l'ordonnée 13, 21 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 14, 19 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 15, 18 lignes ; l'ordonnée 16, 16 lignes ; l'ordonnée 17, 14 lignes ; l'ordonnée 18, 12 lignes ; l'ordonnée 19, 9 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 20, 7 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 21, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Le même barreau, N°. 5, chargé de 75 livres : l'ordonnée 1, 47 lignes ; l'ordonnée 2, 46 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 3, 46 lignes ; l'ordonnée 4, 45 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 5, 45 lignes ; l'ordonnée 6, 43 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 7, 42 lignes ; l'ordonnée 8, 40 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 9, 39 lignes ; l'ordonnée 10, 37 lignes ; l'ordonnée 11, 35 lignes ; l'ordonnée 12, 32 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 13, 30 lignes ; l'ordonnée 14, 27 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 15, 25 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 16, 22 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 17, 20 lignes ; l'ordonnée 18, 17 lignes ; l'ordonnée 19, 14 lignes ; l'ordonnée 20, 11 lignes ; l'ordonnée 21, 7 $\frac{1}{2}$ lignes.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 538 sur 651

Le même barreau, N°. 5, chargé de 100 livres : l'ordonnée 1, 54 lignes ; l'ordonnée 2, 53 lignes ; l'ordonnée 3, 52 lignes ; l'ordonnée 4, 51 lignes ; l'ordonnée 5, 50 lignes ; l'ordonnée 6, 48 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 7, 46 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 8, 44 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 9, 43 lignes ; l'ordonnée 10, 40 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 11, 38 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 12, 36 lignes ; l'ordonnée 13, 33 lignes ; l'ordonnée 14, 30 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 15, 27 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 16, 24 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 17, 21 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 18, 18 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 19, 15 lignes ; l'ordonnée 20, 12 lignes ; l'ordonnée 21, 9 lignes.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

LE barreau N°. 6, pareil aux précédents, étant chargé de 25 livres : l'ordonnée 1, 24 $\frac{2}{3}$ lignes ; l'ordonnée 2, 24 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 3, 24 lignes ; l'ordonnée 4, 23 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 5, 23 lignes ; l'ordonnée 6, 22 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 7, 22 lignes ; l'ordonnée 8, 21 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 9, 21 lignes ; l'ordonnée 10, 20 lignes ; l'ordonnée 11, 19 lignes ; l'ordonnée 12, 17 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 13, 16 lignes ; l'ordonnée 14, 14 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 15, 13 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 16, 11 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 17, 9 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 18, 8 $\frac{1}{3}$ lignes ; l'ordonnée 19, 7 lignes ; l'ordonnée 20, 5 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 21, 4 lignes.

Le même barreau, N°. 6, chargé de 50 livres : l'ordonnée 1, 37 lignes ; l'ordonnée 2, 36 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 3, 36 lignes ; l'ordonnée 4, 35 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 5, 34 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 6, 33 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 7, 32 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 8, 31 $\frac{1}{4}$ lignes ; l'ordonnée 9, 30 lignes ; l'ordonnée 10, 28 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 11, 27 lignes ; l'ordonnée 12, 25 $\frac{1}{4}$ lignes ; l'ordonnée 13, 23 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 14, 21 $\frac{1}{2}$ lignes, l'ordonnée 15, 19 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 16, 17 $\frac{1}{4}$ lignes ; l'ordonnée 17, 15 lignes ; l'ordonnée 18, 12 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 19, 10 lignes ; l'ordonnée 20, 7 $\frac{1}{2}$ lignes ; l'ordonnée 21, 5 $\frac{1}{2}$ lignes.

Le même barreau, N°. 6, étant chargé de 75 livres : l'ordonnée

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 539 sur 651

donnée 1, 56 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 2, 56 $\frac{1}{3}$ lignes; l'ordonnée 3, 56 lignes; l'ordonnée 4, 54 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 5, 53 lignes; l'ordonnée 6, 51 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 7, 50 lignes; l'ordonnée 8, 48 lignes; l'ordonnée 9, 46 lignes; l'ordonnée 10, 43 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 11, 41 lignes; l'ordonnée 12, 38 $\frac{1}{4}$ lignes; l'ordonnée 13, 35 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 14, 32 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 15, 29 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 16, 26 lignes; l'ordonnée 17, 22 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 18, 18 $\frac{1}{4}$ lignes; l'ordonnée 19, 16 lignes; l'ordonnée 20, 12 $\frac{1}{2}$ lignes; l'ordonnée 21, 9 lignes.

Ce même barreau, N°. 6, fut chargé de 100 livres : mais on ne put meſurer ſa courbure, parce qu'il rompit avant que les 5 minutes fuſſent écoulées.

ARTICLE IV. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

EN comparant les deux plus forts barreaux quarrés des Expériences précédentes avec les deux plus forts de ceux qui étoient ronds, on voit que les plus forts barreaux quarrés, quoique de même ſolidité que les ronds, ont environ un quarantieme de ſupériorité ſur les ronds, & que les barreaux ronds, qui étoient plus foibles que les quarrés, ont plus plié ſous la charge : d'où l'on peut conclure qu'à maſſe & à ſolidité égales, il eſt plus avantageux d'employer des bois quarrés que des ronds. La raiſon de la foibleſſe des bois ronds, par comparaiſon aux quarrés, devient ſenſible quand on fait attention à ce que nous avons dit ſur les fibres qui ſont en dilatation & en condenſation ; & elle le ſera encore plus lorſqu'on aura connoiſſance des Expériences que nous rapporterons dans la ſuite à l'occaſion des barreaux armés.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 540 sur 651

CHAPITRE VII.

Expériences pour connoître dans les Barreaux ſimples, ou d'une ſeule piece, quelle eſt leur force & la courbure qu'ils prennent étant chargés de différents poids, ſoit qu'on emploie des Barreaux d'une même largeur & de différentes épaiſſeurs, ſoit qu'on emploie des Barreaux d'une même épaiſſeur & de différentes largeurs.

POUR ſe former une idée de la force des bois d'après les principes que nous avons établis, il faut, en ſuppoſant qu'il n'y a que la lame *a a*, (*Pl. XXIV. fig.* 2) qui ſoit en tenſion, concevoir que les puiſſances *b b* agiſſent par le levier *d e*, pour rompre la lame *a a*; le point d'appui eſt en *e*, & l'autre bras du levier, que je nomme *de réſiſtance*, eſt *e c* : d'où l'on doit conclure que plus le bras du levier *d e* ſera long, & celui *e c* court, plus les forces *b* auront de puiſſance pour rompre la lame *a a*. Suivant cette ſuppoſition, il ſeroit aiſé de calculer la force des bois de différentes dimenſions : mais quand j'ai mis le point d'appui en *e*, c'eſt une pure ſuppoſition. C'en eſt encore une, que de dire que c'eſt la lame *a a*, qu'il faut rompre : nous avons ſuffiſamment prouvé que la ſomme des fibres en contraction s'étend fort avant dans un barreau qu'on veut rompre, & que le point d'appui eſt incertain & variable. Nous avons donc cru qu'il falloit avoir recours à des Expériences : nous allons en rapporter que nous avons exécutées avec l'attention la plus ſcrupuleuſe.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 541 sur 651

ARTICLE I. *Préparation.*

ON a fait un nombre de barreaux de Pin du Nord, qui avoient tous 3 pieds de longueur. Neuf de ces barreaux (*Figure* 3) avoient leur baſe *A B* de 8 lignes de large chacun; mais leur hauteur *B C* étoit inégale : ainſi trois cotés *D*, avoient 4 lignes de hauteur; deux cotés *E*, 8 lignes; deux cotés *F*, 12 lignes; & deux cotés *G*, 16 lignes. Tous ces barreaux avoient donc 3 pieds de longueur, 8 lignes de largeur; mais leur épaiſſeur, ou leur hauteur, varioit depuis 4 lignes juſqu'à 16. Ils avoient tous été pris dans une même zone; & les couches ligneuſes ont toujours été poſées verticalement comme le déſignent les hachures.

On fit dix autres barreaux (*Fig.* 4) qui avoient tous 8 lignes de hauteur; mais la largeur de leurs baſes étoit inégale : ſavoir, deux cotés *H*, avoient 4 lignes de largeur; deux cotés *I*, 8 lignes; deux cotés *K*, 12 lignes; & deux cotés *L*, 16 lignes. On a eu l'attention de prendre tous ces barreaux dans une même zone, & on a obſervé que les couches annuelles fuſſent toujours placées perpendiculairement comme le repréſentent les hachures (*Fig.* 3 *&* 4).

Les baſes ſont deſſinées de grandeur naturelle aux *Figures* 3 *&* 4. On n'a pas cru devoir faire ces barreaux d'un plus gros volume; parce que, pour parvenir à une plus grande préciſion, il falloit que les couches ligneuſes des barreaux à baſes égales *F G* ne fuſſent pas ſi courbes par comparaiſon à celles des barreaux *K L*. On les a fait rompre. Voyons quelle a été leur force, & de combien ils ont plié.

ARTICLE II. *Barreaux de largeur égale, & de hauteurs inégales.*

LE barreau *D* 1 étant chargé de 3 livres, plia de $6\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 5 livres, plia de 11 lignes; chargé de 10 livres, rompit par un défaut dans le bois, qui d'ailleurs étoit un

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 542 sur 651

peu tranché. On n'en a tenu aucun compte.

D 2, chargé de 3 livres, plia de 5 lignes; chargé de 5 livres, plia de 8 lignes; chargé de 24 liv. 14 onces, plia de 60 lignes, & rompit.

D 3, chargé de 5 livres, plia de 9 lignes; chargé de 10 livres, échappa de deſſus les ſupports. On le remit en Expérience, & étant chargé de 20 livres 14 onces, il plia de 70 lignes, & rompit.

La force moyenne des barreaux *D* 2 & *D* 3 étoit donc de 22 liv. 14 onc.

E 1, chargé de 10 livres, plia de 4 lignes; chargé de 15 livres, plia de 6 lignes; chargé de 25 livres, plia de 10 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 63 liv. 10 onces, rompit.

E 2, chargé de 10 livres, plia de 3 lignes; chargé de 15 livres, plia de 5 lignes; chargé de 25 livres, plia de 9 lignes, & rompit ſous le poids de 66 liv. 14 onc.

Ainſi la force moyenne des barreaux *E* 1 & *E* 2 étoit de 65 livres 4 onces.

F 1, chargé de 25 livres, plia de 3 lignes; chargé de 50 livres, plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 75 livres, plia de 8 lignes; chargé de 100 livres, plia de 11 lignes; chargé de 144 liv. 12 onces, plia de 22 lignes, & rompit.

F 2, chargé de 25 livres, plia de 3 lignes; chargé de 50 livres, plia de 6 lignes; chargé de 75 livres, plia de 9 lignes; chargé de 100 livres, plia de 12 lignes; chargé de 148 liv. 8 onces, plia de 23 lignes, & rompit.

La force moyenne des deux barreaux *F* eſt donc de 146 liv. 10 onces.

G 1, chargé de 25 livres, plia d'une ligne; chargé de 50 livres, plia de 2 lignes; chargé de 75 livres, plia de 3 lignes; chargé de 100 livres, plia de 4 $\frac{3}{4}$ lignes; chargé de 150 livres, plia de 8 lignes; chargé de 200 livres, plia de 14 lignes; chargé de 215 livres 3 onces, rompit.

G 2, chargé de 25 livres, plia d'une ligne; chargé de 50 livres, plia de 2 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 75 livres, plia de 4 lignes; chargé de 100 livres, plia de 6 lignes; chargé de 150

livres, plia de 10 lignes; chargé de 200 livres, plia de 14 lignes; chargé de 181 livres 9 onces, plia de 16 lignes, & rompit.

Ce barreau étoit un peu tranché, & ne rompit pas au milieu. La force moyenne de ces deux barreaux *G* étoit donc de 198 livres 6 onces.

ARTICLE III. *Barreaux de hauteur égale, & de largeurs inégales.*

H 1, chargé de 3 livres, plia d'une ligne $\frac{3}{4}$; chargé de 5 livres, plia de 2 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 10 livres, plia de 5 lignes; chargé de 15 livres, plia de 7 lignes; chargé de 20 livres, plia de 9 lignes; chargé de 47 livres 12 onces, plia de 25 lignes, & rompit.

H 2, chargé de 3 livres, plia d'une ligne $\frac{3}{4}$; chargé de 5 livres, plia de 3 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 10 livres, plia de 6 $\frac{3}{4}$ lignes; chargé de 15 livres, plia de 10 $\frac{3}{4}$ lignes; chargé de 37 liv. 7 onces, plia de 29 lignes, & rompit.

H 3, chargé de 3 livres, plia d'une ligne; chargé de 5 livres, plia de 2 lignes; chargé de 10 livres, plia de 5 lignes; chargé de 15 livres, plia de 7 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 20 livres, plia de 10 $\frac{3}{4}$ lignes, & rompit.

La force moyenne de ces trois barreaux *H* étoit donc de 27 liv. 7 onces.

I 1, chargé de 5 livres, plia d'une ligne $\frac{1}{4}$; chargé de 10 livres, plia de 3 lignes; chargé de 15 livres, plia de 4 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 20 livres, plia de 6 lignes; chargé de 25 livres, plia de 8 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 63 livres 3 onces, plia de 30 lignes, & rompit.

I 2, chargé de 5 livres, plia d'une ligne $\frac{1}{2}$; chargé de 10 livres, plia de 3 lignes; chargé de 15 livres, plia de 5 lignes; chargé de 20 livres, plia de 7 lignes; chargé de 25 livres, plia de 9 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 57 liv. 9 onces, plia de 27 lignes, & rompit.

La force moyenne de ces deux barreaux *I* étoit donc de 60 liv. 6 onces.

Il eſt bon de remarquer qu'à ces deux barreaux *I*, les couches ligneuſes étoient dans une ſituation horizontale, pour les diſtinguer des barreaux *E* qui étoient de même équarriſſage; & l'on voit qu'ils ont été moins forts de 4 liv. 14 onces.

K 1, chargé de 25 livres, plia de 6 lignes; chargé de 50 livres, plia de 12 lignes; chargé de 75 livres, plia de 19 lignes; chargé de 96 livres 13 $\frac{1}{2}$ onces, plia de 34 lignes, & rompit.

K 2, chargé de 25 livres, plia de 6 lignes; chargé de 50 livres, plia de 12 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 75 livres, plia de 21 lignes; chargé de 95 livres, plia de 37 lignes, & rompit.

K 3, chargé de 25 livres, plia de 5 lignes; chargé de 50 livres, plia de 11 lignes; chargé de 75 livres, plia de 16 lignes; chargé de 101 liv. 12 onces, plia de 30 lignes, & rompit.

La force moyenne de ces trois barreaux *K*, étoit donc de 97 liv. 13 $\frac{1}{4}$ onces.

L 1, chargé de 25 livres, plia de 5 lignes; chargé de 50 livres, plia de 11 lignes; chargé de 75 livres, plia de 16 lignes; chargé de 113 livres, plia de 36 lignes, & rompit.

L 2, chargé de 25 livres, plia de 4 lignes; chargé de 50 livres, plia de 9 lignes; chargé de 75 livres, plia de 14 lignes; chargé de 121 livres 13 onces, plia de 34 lignes, & rompit.

La force moyenne des deux barreaux *L* étoit donc de 117 livres 6 $\frac{1}{2}$ onces.

ARTICLE IV. *Récapitulation & comparaiſon de la force des barreaux de même maſſe, qui ne différoient que par leur poſition ſous la charge.*

H & *D*, 32 lignes de ſolidité : *H* a porté 42 livres, & *D*, 22 livres 14 onces.

E & *I*, tous deux 64 lignes de ſolidité, même équarriſſage; la ſeule différence conſiſtoit en ce que à *E* les couches annuelles étoient verticales, & à *I*, elles étoient horizontales. Pour

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 545 sur 651

cette raiſon, *E* a porté 65 liv. 4 onces, & *I* ſeulement 60 liv. 6 onces.

F & *K*, tous deux 96 lignes de ſolidité : *F*, qui étoit ſur le champ, a porté 146 liv. 10 onces, & *K*, qui étoit ſur le plat, n'a porté que 97 liv. 13 $\frac{3}{4}$ onc.

G & *L*, tous deux ayant 128 lig. de ſolidité : *G* a porté 198 liv. 6 $\frac{1}{2}$ onces, & *L*, qui étoit chargé ſur le plat, n'a porté que 117 liv. 6 $\frac{1}{2}$ onces.

En examinant les bouts rompus, on a cru pouvoir diſtinguer les fibres qui en rompant ont ſouffert une compreſſion, de celles qui ont ſouffert une dilatation : & ſi cette diſtinction eſt juſte, la ligne de ſéparation a paru, dans toutes les pieces, être au-deſſous du milieu de la hauteur de la piece environ d'une demi-ligne, ou d'une ligne, ou au plus d'une ligne & demie ; mais jamais au milieu. Cependant nous ne donnons point cette obſervation comme exacte.

ARTICLE V. *Autres Expériences faites dans les mêmes vues que les précédentes, pour connoître, dans les barreaux de même volume, quelle eſt la forme d'équarriſſage qui les rend capables d'une plus grande réſiſtance.*

ON a fait 20 barreaux de même longueur, & qui portoient tous 100 lignes de baſe, mais qui avoient différents équarriſſages. Pour abréger, je ne rapporterai que les forces moyennes, & je ne parlerai point de leur courbure.

Quatre barreaux qui avoient 10 lig. de hauteur & 10 lig. de largeur, ont porté 131 liv.

Quatre barreaux qui avoient 12 lig. de hauteur ſur 8 $\frac{1}{3}$ lig. de largeur, ont porté 154 liv.

Quatre barreaux qui avoient 14 lig. de hauteur & 7 $\frac{1}{7}$ lig. de largeur, ont porté 164 liv.

Quatre barreaux qui avoient 16 lig. de hauteur & 6 $\frac{1}{4}$ lig. de largeur, ont porté 180 liv.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 546 sur 651

Quatre barreaux qui avoient 18 lig. de hauteur & 5 ½ lig. de largeur, ont porté 243 liv.

Ces Expériences, comme les précédentes, font voir que les forces des barreaux ſont à peu près en même raiſon que leur hauteur.

ARTICLE VI. *Expériences pour connoître quelle eſt la force d'un barreau d'une piece, comparé à un autre qui ſeroit formé de trois planches collées les unes ſur les autres, & chargées de champ.*

VOYANT, par les Expériences que nous venons de rapporter, qu'une piece méplate eſt beaucoup plus forte quand on la charge ſur ſon roide, que quand elle l'eſt ſur ſon plat, nous nous ſommes propoſés de comparer la force d'un barreau qui ſeroit d'une ſeule piece avec la force d'un autre barreau, de pareilles dimenſions, qui ſeroit formé par trois planches collées les unes ſur les autres. Dans cette vue, nous avons fait faire deux barreaux qui avoient 3 pieds de longueur *a a*, 9 lignes de largeur *D E*, & 18 lignes de hauteur *F D*: un (*Fig.* 2) étoit d'un ſeul morceau, & l'autre (*Figure* 5) étoit formé de trois planches *A*, *B*, *C*, collées les unes ſur les autres. Pour connoître quelle étoit la force de ces deux barreaux, nous les avons fait rompre, & nous avons obſervé de combien ils plioient étant chargés de 25 livres, puis de 50, puis de 75, &c. juſqu'à les faire rompre. Voici le détail de nos Obſervations.

§ 1. *Elaſticité & force d'un Barreau d'une piece, & des dimenſions que nous venons de rapporter.*

CHARGÉ de 25 livres, il plia d'une demi-ligne; chargé de 50 livres, il plia d'une ligne; chargé de 75 livres, il plia de 1 ½ ligne; chargé de 100 livres, il plia de 2 ½ lignes; chargé de 125 livres, il plia de 3 lignes; chargé de 150 livres, il plia de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 547 sur 651

de 3 $\frac{2}{3}$ lignes; chargé de 175 livres, il plia de 4 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 200 livres, il plia de 4 $\frac{2}{3}$ lignes; chargé de 225 livres, il plia de 5 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 250 livres, il plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 275 livres, il plia de 6 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 300 livres, il plia de 7 lignes; chargé de 325 livres, il plia de 8 lignes; chargé de 350 livres, il plia de 9 lignes; chargé de 370 liv. 12 onces, il plia de 11 lignes, & rompit.

§ 2. *Elaſticité & force d'un Barreau formé de trois planches collées les unes ſur les autres, & poſées de champ, ayant les mêmes dimenſions que la piece précédente.*

CHARGÉ de 25 livres, il plia de deux tiers de lignes; chargé de 50 livres, il plia de 1 $\frac{1}{2}$ ligne; chargé de 75 livres, il plia de 2 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 100 livres, il plia de 3 lignes; chargé de 125 livres, il plia de 3 $\frac{2}{3}$ lignes; chargé de 150 livres, il plia de 4 $\frac{2}{3}$ lignes; chargé de 175 livres, il plia de 5 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 200 livres, il plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes; chargé de 225 livres, il plia de 6 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 250 livres, il plia de 7 $\frac{1}{4}$ lignes; chargé de 275 livres, il plia de 10 lignes; chargé de 300 livres, il plia de 11 lignes, & ce barreau rompit ſans que les planches ſe fuſſent ſéparées en aucune façon : elles étoient auſſi exactement jointes les unes aux autres, aux endroits où elles n'étoient point rompues, que ſi elles euſſent été d'un ſeul morceau. On peut remarquer que comme ces planches étoient de champ, elles ne faiſoient point effort pour gliſſer comme elles auroient fait, ſi elles avoient été poſées de plat. Je ſuis fâché que nous n'ayons pas fait rompre un pareil barreau en le chargeant de plat; mais ce barreau de planches eſt de 70 liv. 12 onc. plus foible que celui qui étoit entier : ce qui peut dépendre de ce que les fibres avoient été tranchées par la ſcie de long, lorſqu'on les avoit réduites en planches.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 548 sur 651

ARTICLE VII. *Expériences faites pour éprouver la force des Barreaux d'une seule piece, & de même équarrissage, mais de différentes longueurs.*

ON a fait 6 barreaux de Pin du Nord (*Pl. XXIV, fig. 6*) de 7 ½ lignes de largeur, & de 10 ½ lignes de hauteur; mais de trois longueurs différentes, savoir:

Deux barreaux marqués *D*, qui avoient en longueur 45 fois leur hauteur, ce qui faisoit 3 pieds 3 pouces 4 ½ lignes.

Deux autres barreaux marqués *E*, qui avoient un cinquieme moins de longueur que les premiers, ou 36 fois leur hauteur, ce qui faisoit 2 pieds 7 pouces 6 lignes.

Deux autres barreaux marqués *F*, qui avoient un cinquieme moins de longueur que les seconds, ou 28 fois ⅘ leur hauteur, ce qui faisoit 2 pieds 1 pouce 2 lig.

D 1, chargé de 25 livres, plia de 4 ½ lignes; chargé de 50 liv. plia de 9 ½ lignes; chargé de 75 liv. plia de 16 lignes; chargé de 100 liv. plia de 16 lignes, & rompit étant chargé de 122 liv. 5 onc.

D 2, chargé de 25 livres, plia de 4 ½ lignes; chargé de 50 liv. plia de 10 ½ lignes; chargé de 75 liv. plia de 16 lignes, chargé de 100 liv. plia de 28 lignes, & rompit.

La force moyenne de ces deux barreaux étoit donc de 111 liv. 2 ½ onces.

E 1, chargé de 25 livres, plia de 2 lignes; chargé de 50 liv. plia de 4 ½ lignes; chargé de 75 liv. plia de 7 lignes; chargé de 100 liv. plia de 10 lignes; chargé de 125 liv. plia de 15 lignes; chargé de 145 liv. rompit.

E 2, chargé de 25 livres, plia de 1 ¾ lignes; chargé de 50 liv. plia de 4 ½ lignes; chargé de 75 liv. plia de 6 ¾ lignes; chargé de 100 liv. plia de 10 lignes; chargé de 146 liv. 12 onc. plia de 26 lignes, & rompit.

Ainsi la force moyenne de ces deux barreaux *E* est de 145 liv. 14 onces.

F 1, chargé de 25 livres, plia de trois quarts de ligne; chargé

de 50 liv. plia de 2 ¼ lignes; chargé de 75 liv. plia de 4 lignes; chargé de 100 liv. plia de 5 lignes; chargé de 125 liv. plia de 9 lignes; chargé de 184 liv. plia de 50 lignes, & rompit.

F 2 ayant des défauts considérables, on n'a pas tenu compte de sa force, & nous comptons pour la force des barreaux *F* 2 celle de *F* 1, qui est de 184 liv. 5 onc.

Force moyenne de ces barreaux.

D,	111 liv.	2	onces & demie.
E,	145	14	
F,	184	5	

REMARQUE.

La force de ces barreaux est à peu près en raison de leur longueur : il nous a semblé qu'on pouvoit appercevoir, après la rupture, les fibres qui avoient été en compression, & les distinguer de celles qui avoient été en dilatation. Si cela est, la ligne de séparation s'est constamment trouvée un peu au-dessous de la moitié de l'épaisseur des barreaux.

ARTICLE VIII. *Expériences faites dans les mêmes vues que les précédentes.*

CES Expériences sont une répétition des précédentes, excepté que les barreaux ont été rompus étant assujettis sur un établi (*Pl. XXIII*, *fig.* 26). On a mesuré la longueur des barreaux depuis *c* jusqu'à *b*; ils avoient tous un pouce d'équarrissage; mais les six barreaux cotés *A* avoient 3 pieds 10 pouces de longueur, & les six barreaux cotés *B* n'avoient qu'un pied 11 pouces de longueur.

A 1 a rompu étant chargé de 51 livres : son raccourcissement, à compter de la ligne *g g*, a été de 15 lignes.

A 2 a rompu étant chargé de 45 livres.

A 3 a rompu étant chargé de 47 livres : son raccourcissement a été de 18 lignes.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 550 sur 651

A 4 ayant plié de 11 lignes, a rompu chargé de 45 livres: ſon raccourciſſement a été de 9 lignes.

A 5 ayant plié de 7 lignes, a rompu chargé de 58 livres: ſon raccourciſſement ayant été de 21 lignes.

A 6 ayant plié de 11 lignes, a rompu chargé de 47 livres: ſon raccourciſſement a été de 14 lignes.

B 1 étant chargé de 50 livres, a plié de 2 lignes; a rompu étant chargé de 105 livres, s'étant raccourci de 11 lignes.

B 2 étant chargé de 50 livres, a plié de 3 lignes; a rompu étant chargé de 131 livres, s'étant raccourci de 11 lignes.

B 3 étant chargé de 50 livres, a plié de 3 lignes; a rompu étant chargé de 112 livres, s'étant raccourci de 9 lignes.

B 4 étant chargé de 50 livres, a plié de 5 lignes; a rompu étant chargé de 110 livres, s'étant raccourci de 15 lignes.

B 5 étant chargé de 50 livres, a plié de 3 lignes; a rompu étant chargé de 104 livres, s'étant raccourci de 7 lignes.

B 6 étant chargé de 50 livres, a plié de 3 lignes; a rompu étant chargé de 112 livres, s'étant raccourci de 12 lignes.

Nous avons dit plus haut que cette façon d'éprouver la force des barreaux eſt incertaine.

CHAPITRE VIII.

Des Barreaux d'aſſemblage qu'on nomme Armés.

APRÈS avoir rapporté quantité d'Expériences qui établiſſent 1°, Quelle eſt la force des bois de Chêne de différentes qualités, & de pluſieurs eſpeces de bois des Iſles, d'après les Expériences de M. de Coſſigny:

2°, Quelle eſt la force du bois de Sapin du Nord, pris au centre de l'arbre, & à différentes diſtances juſqu'à l'aubier:

3°, Quelle eſt la force des barreaux de même ſolidité, les uns ronds, les autres quarrés:

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 551 sur 651

4°, Quelle eſt la force des barreaux quarrés de même longueur, & de pareille ſolidité, mais de différents équarriſſages:

5°. Quelle eſt la force des barreaux de même équarriſſage & de différentes longueurs.

Après avoir rapporté toutes les Expériences que nous avons faites ſur des barreaux d'une piece, il étoit très-intéreſſant de connoître quelle eſt la force des barreaux d'aſſemblage, ou de pluſieurs pieces, puiſqu'on en fait uſage dans les Architectures Civile, Navale & Militaire, où l'on appelle les pieces d'aſſemblage des *poutres*, ou des *baux armés*. Nous nous ſommes donc propoſés de connoître, par des Expériences exécutées avec ſoin, quelle eſt la force de ces pieces d'aſſemblages, comparée avec la force des pieces qui ſont d'un ſeul morceau.

Il eſt bon, avant d'entrer en matiere, de ſe rappeller d'abord les Expériences que nous avons imaginées & exécutées pour faire concevoir l'idée que nous avions priſe ſur la diſtinction des fibres qui, dans une piece que l'on charge, ſont en compreſſion ou en dilatation. Il faut ſe rappeller, 1°, Qu'ayant fait rompre des barreaux entiers, leur force moyenne s'eſt trouvée de 144 livres.

2°, Que des ſoliveaux de même ſolidité que nous avions ſciés du tiers de leur épaiſſeur, le trait de la ſcie étant rempli par une planche de bois dur, ont porté 132 livres.

3°, Que de pareils barreaux, ſciés de la moitié de leur épaiſſeur, ont porté 136 livres.

4°, Enfin que des barreaux ſciés des deux tiers de leur épaiſſeur, ont encore porté 136 livres.

Et je prends ici les Expériences les moins favorables: car ayant rempli le trait de ſcie avec des coins qui étoient un peu à force, mes barreaux ſe ſont trouvés en état de ſupporter un poids beaucoup plus conſidérable que les barreaux entiers.

Nous avons donc prouvé, par raiſonnement & par Expériences, premiérement, que dans une poutre qui eſt ſoutenue par ſes extrémités, & chargée à ſon milieu, il y a des fibres qui ſont en condenſation, & d'autres en dilatation.

Secondement, que ſouvent la ſomme des fibres qui ſont

en condenſation eſt beaucoup plus conſidérable que la ſomme des fibres qui ſont en dilatation.

Troiſiémement, que le rapport de la ſomme des fibres qui ſont en condenſation à la ſomme des fibres qui ſont en dilatation, eſt variable ſuivant différentes cauſes phyſiques : ſavoir, 1°, la diſpoſition que les fibres ont à ſe condenſer ou à s'étendre; 2°, la force propre des fibres de différents bois; 3°, le degré de courbure que les pieces de bois prennent ſous la charge, &c.

Quatriémement, que la force des fibres ligneuſes qui ſont comprimées dans le ſens de leur longueur, ainſi que celle des mêmes fibres qui ſont tirées ſuivant cette même direction, eſt très-conſidérable.

Cinquiémement, que la force des pieces de bois ſeroit des plus grandes, ſi les fibres qui les compoſent n'étoient ni compreſſibles ni dilatables.

Sixiémement, que la force de ces pieces dépend encore beaucoup de la cohérence des fibres & des couches ligneuſes les unes avec les autres.

J'ai déja annoncé que ces connoiſſances devoient jetter un jour ſur la force des pieces différemment armées : je me propoſe maintenant de faire l'application de ces principes pour connoître, par Expérience, quelle eſt la meilleure maniere d'armer les poutres, les baux, &c.

On eſt d'abord étonné de voir qu'en ſciant une piece de bois du quart, & encore mieux de la moitié, même des trois quarts de ſon épaiſſeur, elle ſoit au moins auſſi forte que ſi elle étoit entiere. Mais quand on ſait que les baux de pluſieurs pieces ſont au moins auſſi forts que ceux qui ſont d'un ſeul morceau, on conçoit que leur force dépend de la même cauſe qui produit la force de nos barreaux ſciés en deſſus.

Dans la façon d'armer la plus commune, la piece *A* (*Pl. XXIV, fig.* 7 *&* 8) qu'on nomme *la Meche*, eſt d'un ſeul morceau, & les deux pieces *B B*, qu'on nomme les *Armures* ou les *Jumelles*, ſe joignent exactement au milieu en *D*, & s'appuyent

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 553 sur 651

bout à bout l'une contre l'autre. On ſait, par Expérience, que ces baux ſont au moins auſſi forts que ceux d'une piece : ils ſont cependant comme ſciés en *D*, ſuivant l'uſage ordinaire, des deux cinquiemes de l'épaiſſeur de la piece *E D*. Le ſoin que l'on a de faire enſorte que les pieces *B B* ſe butent en *D*, équivaut au coin de bois ſec que nous avons mis dans le trait de ſcie de nos barreaux, & les endents *c c c* empêchent que les pieces ne gliſſent l'une ſur l'autre ; c'eſt en quoi conſiſte la force des poutres armées.

Tous les gros mâts ſont faits de pieces d'aſſemblage. Les jumelles ſont jointes avec la meche par des endents, comme on le voit au Livre précédent (*Pl. XIV, fig. 3 & 4*). On a voulu imiter cet aſſemblage pour les baux (*Pl. XXIV, fig. 9*). *A* eſt la meche qui a, ſi l'on veut, 11 pouces de largeur & 13 pouces d'épaiſſeur : *B B* ſont des jumelles, ou armures latérales, de 3 pouces d'épaiſſeur, & dont la largeur eſt égale à la hauteur du bau ou de la poutre : le côté du bau ſe préſente comme la *Figure* 10.

On fait auſſi des baux de deux pieces poſées à côté l'une de l'autre, comme on le voit dans la *Figure* 11, où le bau eſt repréſenté vu par ſa face de deſſus, ou par ſa face de deſſous : les deux pieces *A & B*, poſées à côté l'une de l'autre, forment des écarts qui s'étendent depuis *C* juſqu'à *D*.

On a fait encore des baux de trois pieces, tels que celui de la *Figure* 12, qui eſt vu par la face de deſſus, ou par celle de deſſous.

Enfin on en a encore fait avec des bordages poſés de champ & endentés les uns dans les autres, comme le ſont les jumelles des mâts avec leurs meches. Ceux-là different peu du barreau formé de trois planches collées les unes ſur les autres, dont nous avons éprouvé la force.

Ayant fait exécuter avec du bois de noyer toutes ces eſpeces d'armures, & ayant chargé les barreaux d'un poids aſſez conſidérable, non pas cependant ſuffiſant pour les faire rompre ; le barreau d'une piece fut celui qui perdit le premier ſa *tonture*, ou la courbure qu'on a coutume de lui donner ; & celui qui eſt repréſenté (*Figures* 7 & 8), ainſi que celui qui étoit

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 554 sur 651

formé de quatre bordages posés de champ, & joints les uns aux autres par des endents, fléchit moins que les autres.

Mais nous avons fait des Expériences avec plus de soin : il faut les rapporter ; & comme les barreaux (*Figures* 7 *&* 8) me paroissent mieux armés que les autres, c'est de ceux-là que je vais d'abord parler.

Toutes les Expériences dont nous allons donner le détail ont été faites avec du Pin du Nord, en prenant toutes les précautions que nous avons rapportées au commencement de ce Livre, pour que les barreaux fussent les plus semblables qu'il seroit possible : ainsi nous ne répéterons point ce que nous avons dit.

Nous avons donc cru devoir commencer par examiner la façon d'armer les poutres & les baux (*Figures* 7 *&* 8) parce qu'elle nous a paru la plus simple, une des plus parfaites, & la plus usitée. Or, suivant les principes que nous avons établis au commencement de ce Livre, les fibres qui sont vers *K* sont en condensation, pendant que celles qui sont vers *E* sont en dilatation. Ceci bien entendu, on conçoit que les deux pieces d'armures qui s'appuient bout à bout, forment un bon point d'appui en *D*, capable de résister aussi bien à la condensation que si elles n'en étoient qu'une, pourvu toutefois qu'elles soient bien ferrées l'une contre l'autre ; & si cela n'étoit pas, il faudroit chasser entre elles un coin qui augmentât la pression, comme on l'a fait aux barreaux coupés par un trait de scie. A cet égard la poutre armée doit donc être aussi forte que si elle étoit d'une seule piece : c'est une conséquence directe de ce que j'ai établi plus haut.

Les fibres qui sont vers *E* entrent en tension : c'est pourquoi la piece *A*, qui fait l'office de tirant, est d'un seul morceau dans toute la longueur de la poutre ou du bau. Et comme les Expériences que j'ai rapportées plus haut, prouvent que la somme des fibres qui sont en condensation est communément plus grande que celle des fibres qui sont en dilatation, en faisant voir qu'un barreau scié aux deux tiers de sa hauteur n'est point affoibli, on doit en conclure que la piece *A* sera assez forte si elle s'étend à la moitié de l'épaisseur de la poutre.

Il

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 555 sur 651

Il ſuit de ces conſidérations que la poutre armée doit être auſſi forte que ſi elle étoit d'une ſeule piece. Mais ces deux éléments ne renferment pas toutes les circonſtances qui doivent concourir pour rendre une poutre très-forte. Nous avons prouvé que la cohérence des couches ligneuſes eſt une condition très-importante : ainſi pour que la poutre armée dont il s'agit, ſoit auſſi forte que ſi elle étoit d'une piece, il faut que les pieces d'armure *B B* (*Pl. XXIV, fig.* 7) ſoient auſſi intimement jointes à la meche *A* que ſi le tout étoit d'un ſeul morceau : il faut que *BB* ne puiſſe gliſſer ſur *A*. Les endents *c c c*, &c. ſont bien propres à produire cet effet ; & plus ils ſeront profonds, plus la cohérence des pieces ſera grande : mais en augmentant la profondeur des endents, on tranche d'autant plus les fibres de la piece *A* ; on la rend donc moins capable de réſiſter à la dilatation : ce qui fait appercevoir que pour donner à la poutre, ainſi armée, toute la force poſſible, il faut que les endents aient une profondeur déterminée, de maniere que la cohérence des armures avec la meche ſoit ſuffiſamment grande ſans trop affoiblir la piece *A*. Nous avons cherché à déterminer par des Expériences ce point avantageux : mais il y a bien d'autres choſes à connoître. Il faut examiner s'il y a à gagner en donnant aux poutres armées, ou aux baux, une convexité, ou un bouge *F M*, qu'on nomme *la Tonture* ; & pour rendre cette Expérience exacte, il ne faut pas charger tout d'un coup les pieces du poids qui doit les faire rompre : il faut les laiſſer ſupporter quelque temps leur fardeau, afin de s'aſſurer ſi elles ſeront long-temps en état de conſerver leur tonture. J'ajoute qu'il faut, pour parvenir à une plus grande économie des bois longs qui ſont les plus rares, eſſayer de faire les meches, ainſi que les jumelles d'empature, d'un plus grand nombre de pieces courtes ; il faut examiner comment, & à quel endroit ſe fait la rupture, &c. Nous allons ſuivre ſéparément ces différents objets, conſultant toujours l'Expérience.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 556 sur 651

ARTICLE I. *Préparation pour les Expériences.*

AVANT que de faire des pieces armées de pluſieurs façons différentes, dans la vue de parvenir à faire avec pluſieurs pieces courtes empatées ou aſſemblées les unes avec les autres, les poutres des bâtiments civils, les baux & les quilles des bâtiments de mer, &c. ſans perdre de la force qu'elles ont quand elles ſont d'une ſeule piece ; nous avons fait faire des barreaux de Pin du Nord, donnant la préférence à ce bois parce qu'il nous a paru d'un tiſſu plus uniforme que tous autres : de plus, pour avoir des bois plus comparables eu égard à la qualité, à l'âge, à l'expoſition, & dont chaque morceau fût compoſé d'un pareil nombre de couches ligneuſes, nous les avons tirés d'un même billon ; nous les avons pris d'un même côté comme *A* (*Pl. XXII*, *fig.* 22), à une même diſtance du cœur, comme de l'orbe *B*, ou de l'orbe *C* ; enfin toutes les pieces, tant des meches que des armures, ont toujours été aſſemblées dans un même ſens, les couches ligneuſes étant dans une ſituation perpendiculaire relativement à la direction du poids qui les chargeoit comme *E* & *F* (*Pl. XXIV*, *fig.* 13). Je paſſe rapidement ſur toutes ces attentions ; il me ſuffit de rappeller ce que j'en ai dit fort au long au commencement de ce Livre.

Voici la méthode qu'on a ſuivie pour faire les barreaux armés avec exactitude.

La piece inférieure *A B* (*Pl. XXV*, *fig.* 17) étoit parfaitement droite & de fil pour qu'elle ne fût pas tranchée ; on y faiſoit les endents *F G* & *f g*, &c. plus ou moins profonds ſuivant les vues qu'on ſe propoſoit. On la courboit enſuite, en la faiſant plier ſur une calle *K L*, qu'on faiſoit plus ou moins épaiſſe ſuivant qu'on vouloit que la courbure fût plus ou moins conſidérable. On l'arrêtoit par les extrémités *A B* ſur la table d'un établi *P Q* ; enſuite on traçoit les endents des pieces d'armure en les appliquant ſur le côté de la piece courbé, après quoi on creuſoit les endents en ſuivant le trait. Les endents étant exactement faits, on aſſembloit les pieces d'armures

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 557 sur 651

ſur la meche ; on les arrêtoit avec des clous, & tout cela étoit aſſez exactement exécuté pour que la piece armée parût être d'un ſeul morceau. Quand on la détachoit de deſſus l'établi, elle ſe redreſſoit fort peu.

ARTICLE II. *Expériences pour connoître la force de reſſort & la force abſolue des Barreaux armés, comparées à celles des Barreaux qui ſont d'une ſeule piece.*

NOUS avons fait faire quatre barreaux droits (*Pl. XXIV, fig.* 14) tout d'une piece, & qui n'étoient point armés : ils avoient 7 $\frac{1}{2}$ lignes de largeur, 15 lignes de hauteur : on les a numérotés *A*, *B*, *C*, *D*.

A, chargé de 80 livres, a plié de 5 lignes $\frac{1}{4}$; & a rompu, étant chargé de 196 livres 7 onc.

B, chargé de 80 livres, a plié de 5 lignes ; & a rompu, étant chargé de 186 livres.

C, chargé de 80 livres, a plié de 5 $\frac{1}{2}$ lignes ; & a rompu, étant chargé de 182 livres 15 onc.

D, chargé de 80 livres, a plié de 6 $\frac{1}{2}$ lignes ; & a rompu, étant chargé de 160 livres.

La force moyenne de ces barreaux s'eſt donc trouvée de 181 livres 5 onces.

Ayant reconnu la force des barreaux d'une piece, nous avons fait faire quatre autres barreaux armés ; mais ils étoient tout droits (*Figure* 15), & on avoit obſervé de ne leur donner aucun bouge, afin qu'ils fuſſent plus comparables aux barreaux d'une ſeule piece. La meche, ainſi que les pieces d'armures, avoient chacune 7 $\frac{1}{2}$ lignes d'épaiſſeur non compris les endents ; ainſi les deux faiſoient un barreau de 15 lignes de hauteur, les endents avoient 2 lignes de profondeur. Ces barreaux furent numérotés *E*, *F*, *G*, *H*.

E, chargé de 80 livres, plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes ; & rompit, étant chargé de 118 liv. 13 onc.

F, chargé de 80 livres, plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes ; & rompit, étant chargé de 126 livres 4 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 558 sur 651

G, chargé de 80 livres, plia de 4 $\frac{3}{4}$ lignes; & rompit, étant chargé de 99 livres 7 $\frac{1}{2}$ onces.

H, chargé de 80 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 160 livres.

La force moyenne de ces barreaux s'eſt donc trouvée de 126 livres 2 onces.

Conſéquences des précédentes Expériences.

Les pieces armées ont donc moins plié ſous la charge, que celles qui étoient entieres: cependant elles ſe ſont trouvé plus foibles. Il eſt vrai qu'elles étoient droites, & que les pieces armées ſont ordinairement courbes. D'ailleurs nous ignorions alors bien des choſes qui importent à la force des pieces armées: nous nous propoſâmes donc de mettre en comparaiſon des barreaux qui auroient une pareille courbure.

ARTICLE III. *Expériences pour mettre en comparaiſon deux Barreaux auxquels on avoit fait trois traits de ſcie pour leur faire prendre une courbure pareille à celle de deux pieces armées à l'ordinaire qu'on vouloit leur comparer.*

Nous déſirions avoir des bois courbes; mais nous ne voulions pas qu'ils fuſſent tranchés: c'eſt pourquoi nous fîmes faire deux petits barreaux de 3 pieds de longueur, 7 $\frac{1}{2}$ lign. de largeur *g h*, & 15 lign. de hauteur *g i*, (*Pl. XXV, fig.* 1). On fit à la partie ſupérieure trois traits de ſcie *e b f*, de 6 lignes de profondeur, & on les remplit avec des coins qu'on força aſſez pour faire prendre à ces barreaux une courbure dont la fleche étoit *c d*: ces deux barreaux furent numérotés *A* & *B*.

A, chargé de 90 livres, plia de 12 lignes; & étant chargé de 151 livres 14 onces, il rompit.

B, chargé de 90 livres, plia de 12 lignes; & étant chargé de 165 livres 4 onces, il rompit.

Ainſi la force moyenne de ces deux barreaux étoit de 158 livres 9 onces.

On a répété cette Expérience ſur deux autres barreaux : leur force moyenne a encore été de 158 liv.

Nous fîmes faire deux barreaux armés à l'ordinaire (*Figure* 2) qui avoient, comme les autres, 7 $\frac{1}{2}$ lignes de largeur *K H*, & 15 lignes de hauteur *K I* : les endents avoient deux lignes de profondeur. Les deux armures *E*, *B*, avoient 6 lignes de hauteur comme les traits de ſcie *e b f* (*Figure* 1). Ils furent numérotés *C*, *D*; & la fleche de leur courbure *C D*, étoit égale à *c d*.

C, étant chargé de 77 livres, plia de 12 lignes; & étant chargé de 111 livres 12 onces, il rompit.

D, étant chargé de 72 livres, plia de 12 lignes; & étant chargé de 104 livres 12 onces, il rompit.

La force moyenne de ces barreaux étoit donc de 108 liv. 4 onces.

Deux barreaux tout pareils, excepté que les endents n'avoient que 1 $\frac{1}{2}$ lign. de profondeur, n'ont eu de force moyenne que 108 livres.

Conſéquences des Expériences précédentes.

On voit que les barreaux ſciés en deſſus (*Figure* 1), ſe ſont trouvés de 50 livres 5 onces plus forts que ceux qui étoient armés, & de 32 livres 7 onces plus forts que les barreaux entiers & droits de l'Expérience précédente (*Pl. XXIV, fig.* 14). Nous avons dit que la profondeur des endents devoit beaucoup influer ſur la force des pieces armées : c'eſt ce que nous allons examiner dans l'article ſuivant.

ARTICLE IV. *Expériences pour connoître quelle doit être la profondeur des endents, afin que les pieces armées ſoient capables d'une plus grande réſiſtance.*

NOUS avons cru, pour les raiſons que nous avons déja rapportées, qu'il étoit néceſſaire de connoître d'abord quelle doit être la profondeur des endents *b c* (*Pl. XXV, fig. 3*) relativement à la groſſeur des pieces *F E* & *G K*, pour les rendre capables de la plus grande force à groſſeur pareille. Car en ſuppoſant des poutres armées de même longueur, & de même équarriſſage, nous avons penſé, pour les raiſons que nous avons rapportées, que des endents plus ou moins profonds devoient influer ſur la force & le reſſort des pieces armées.

Pour nous en éclaircir, nous avons fait faire douze barreaux armés, de 3 pieds de longueur, de 15 lignes de hauteur *K F* (*Figure 3*) & de 9 lignes de largeur *I K*. Chaque barreau étoit formé de trois pieces : la meche *E F* avoit toute la longueur du barreau, & étoit de même longueur que les deux armures ou jumelles *G H* & *K H* : à quatre de ces barreaux armés, les endents avoient une ligne de profondeur : à quatre autres, les endents avoient 2 lignes; & enfin à quatre autres, les endents avoient 2 $\frac{1}{2}$ lignes.

Nous avons fait prendre à la meche, ou à la piece *E F*, une courbure telle que la fleche *D C* (*Figure 2*) avoit 12 lignes de longueur. Les pieces d'armures *G H*, *K H*, ont été aſſemblées ſur la piece *E F*, comme nous l'avons expliqué plus haut. On a enſuite cloué, les unes aux autres ces pieces aſſemblées, avec des clous faits exprès d'égale groſſeur, & qu'on a mis à des diſtances pareilles. Quand les barreaux, ainſi armés, ont été mis en liberté, ils ſe ſont redreſſés au plus d'une ligne, de ſorte que la fleche *C D* avoit, à très-peu près, 11 lignes de longueur.

Voici quelle a été leur force.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 561 sur 651

§ 1. *Pieces dont les endents avoient une ligne de profondeur.*

N°. 1 . . . . 220 liv.
2 235
3 235
4 225
} Force moyenne, 228 liv. 12 onc.

§ 2. *Pieces dont les endents avoient deux lignes de profondeur.*

N°. 1 . . . . 180 liv.
2 195
3 185
4 122
} Force moyenne, 170 liv. 8 onc.

§ 3. *Pieces dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur.*

N°. 1 . . . . 215 liv.
2 195
3 215
4 160
} Force moyenne, 196 liv. 4 onc.

ARTICLE V. *Expériences pour connoître dans les poutres armées, quelle doit être la profondeur des endents, relativement au volume du bois qu'on veut employer.*

LES Expériences dont nous allons rendre compte, ont été faites avec plus de précautions que les précédentes, & avec du bois de Chêne. Nous supposons ici qu'on a trois pieces de bois d'un même équarrissage : une *E F* (*Figure* 4) pour faire la meche, & deux *G H*, *K H*, pour faire les armures. Il s'agit de savoir si en joignant ces trois pieces, il sera avantageux de faire les endents plus ou moins profonds. En augmentant la profondeur des endents, on augmente l'engrenage des pieces,

& l'on préſente plus de ſurface à la ſomme des fibres qui ſont en contraction : il ſera prouvé dans la ſuite que ce point eſt très-avantageux. Mais on diminue d'autant l'épaiſſeur *A H* de la piece ; ce qui doit l'affoiblir. Les Expériences que nous allons rapporter, ſont pour décider quelle doit être la juſte profondeur des endents lorſque l'équarriſſage des pieces eſt donné. On a donc pris 28 barreaux de bois de Chêne dans un même billon & dans un même orbe : ils avoient 3 pieds de longueur, 12 lignes de hauteur, & 10 lignes de largeur : ayant été aſſemblés les uns ſur les autres, ils ont fait 14 barreaux armés, qui, deux à deux, ont été entaillés à différentes profondeur pour faire les endents plus ou moins conſidérables.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

A deux barreaux, les endents *b c* (*Figure* 3) avoient demi-ligne de profondeur : leur hauteur totale *A H* étoit de 23 lignes.

L'un de ces barreaux, N°. 1, étant chargé de 300 livres, plia de 9 lignes ; & rompit, étant chargé de 375 livres.

L'autre barreau, N°. 2, étant chargé de 300 livres, plia de 10 lignes ; & rompit, étant chargé de 350 livres.

La force moyenne de ces barreaux qui étoient endentés d'$\frac{1}{24}$, étoit donc de 362 $\frac{1}{2}$ livres.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

UN barreau, N°. 3, dont les endents étoient d'une ligne, & l'épaiſſeur *A H* de 22 lignes, étant chargé de 300 livres, plia de 5 lignes ; & rompit, étant chargé de 500 livres.

Un barreau ſemblable, N°. 4, étant chargé de 300 livres, plia de 5 lignes ; & rompit, étant chargé de 475 livres.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'$\frac{1}{12}$, étoit donc de 487 $\frac{1}{2}$ livres.

§ 3.

§ 3. *Troisieme Expérience.*

Un barreau, N°. 5, dont les endents étoient d'une $\frac{1}{2}$ ligne, & l'épaiſſeur *AH* de 21, étant chargé de 300 livres, plia de 5 lignes; & rompit, étant chargé de 580 livres.

Un barreau ſemblable, N°. 6, étant chargé de 300 livres, plia de 5 lignes; & rompit, étant chargé de 602 liv.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'un huitieme, étoit donc de 591 liv.

§ 4. *Quatrieme Expérience.*

Un barreau, N°. 7, dont les endents étoient de 2 lignes, & l'épaiſſeur *AH* (*Fig.* 4) de 20 lignes, étant chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 604 liv.

Un barreau ſemblable, N°. 8, étant chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 550 liv.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'un ſixieme, étoit donc de 577 liv.

§ 5. *Cinquieme Expérience.*

Un barreau, N°. 9, dont les endents étoient de 2 $\frac{1}{2}$ lignes, & l'épaiſſeur *AH* de 19 lignes, étant chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 545 liv.

Un barreau ſemblable, N°. 10, étant chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 555 liv.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'un cinquieme, étoit donc de 550 liv.

§ 6. *Sixieme Expérience.*

Un barreau, N°. 11, dont les endents étoient de 3 lignes, & l'épaiſſeur *AH* (*Pl. XXV. fig.* 4) de 18 lignes, étant

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 564 sur 651

chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{2}{3}$ lignes; & rompit, étant chargé de 575 livres.

Un barreau ſemblable, N°. 12, étant chargé de 300 livres, plia de 6 lignes; & rompit, étant chargé de 500 liv.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'un quart, étoit donc de 537 $\frac{1}{2}$ livres.

§ 7. SEPTIEME EXPÉRIENCE.

UN barreau, N°. 13, dont les endents étoient de 3 $\frac{1}{2}$ lignes, & l'épaiſſeur *A H* de 17 lignes, étant chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{2}{3}$ lignes; & rompit, étant chargé de 575 liv.

Un barreau ſemblable, N°. 14, étant chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{2}{3}$ lignes, & rompit, étant chargé de 537 livres.

La force moyenne de ces deux barreaux, qui étoient endentés d'un tiers, étoit donc de 556 livres.

§ 8. *Remarques ſur les Expériences précédentes.*

LES Expériences que nous venons de rapporter, & particuliérement la ſeconde ſuite, peuvent ſervir à réſoudre le problême qu'on s'étoit propoſé : ſavoir, Ayant des pieces d'un équarriſſage fixe, quelle doit être la profondeur des endents pour que ces pieces étant aſſemblées les unes avec les autres par des endents, il en réſulte une piece armée la plus forte qu'il eſt poſſible? & comme les barreaux qui ont été entaillés d'une ligne & demie ont été les plus forts & les moins pliants, il paroît réſulter de cette grande Expérience qu'ayant à armer une poutre, le point le plus avantageux eſt de faire les endents de la huitieme partie de la hauteur des pieces, & qu'on pourroit régler la profondeur des endents à la ſeptieme partie de la hauteur.

Il eſt ſenſible que dans les Expériences que nous venons de rapporter, les barreaux qui avoient été préparés pour faire les armures & les meches, ayant été travaillés ſur de ſemblables dimenſions, les pieces armées avoient d'autant moins

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 565 sur 651

d'épaiſſeur que les endents avoient plus de profondeur ; de ſorte que ſi les barreaux armés devenoient plus forts par l'augmentation des endents, ils devenoient plus foibles par la diminution de leur épaiſſeur. Nos Expériences devoient nous indiquer le point où une de ces cauſes prédominoit ſur l'autre, & cette connoiſſance peut être très-avantageuſe dans la pratique ; mais elles ne donnent aucune idée de la profondeur qu'on doit donner aux endents pour faire une poutre armée d'une même épaiſſeur qu'une qui ſeroit d'une piece, & déterminer dans ce cas quelle doit être la profondeur des endents. On conſomme alors plus de bois, puiſqu'il faut prendre les endents aux dépens des pieces qu'on aſſemble : mais il eſt très-intéreſſant de ſavoir quelle profondeur il faut donner aux endents pour ſe procurer une poutre d'un équarriſſage donné comme 18 ou 20 pouces, &c.

Notre intention étant donc que tous les barreaux euſſent une même épaiſſeur, nous avions débité les morceaux de bois qui devoient former les barreaux armés de plus en plus épais, à proportion que les endents devoient être plus profonds ; mais comme nous voulions que tous ces barreaux fuſſent pris dans un même orbe, également éloigné du cœur de l'arbre, nous ne pûmes nous en procurer que de quoi faire ſix barreaux armés.

ARTICLE VI. *Autre ſuite d'Expériences ſur des Barreaux armés & endentés à différentes profondeurs.*

§ 1. *Pieces dont les endents avoient une ligne de profondeur.*

1 . . . 154 liv. 10 on.
2 . . . 191 8
} Force moyenne, 173 liv. 1 once.

§ 2. *Pieces dont les endents avoient deux lignes de profondeur.*

1 . . . 198 liv. 1 on.
2 . . . 172
} Force moyenne, 185 livres une demi-once.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 566 sur 651

§ 3. Pieces dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur.

1 . . . 169 liv. 6 on. } Force moyenne, 184 liv. 10 onc.
2 . . . 199 14 }

§ 4. Remarques sur les Expériences précédentes.

SUIVANT ces Expériences, il paroîtroit que les barreaux dont les endents étoient les plus profonds, ont été les plus forts; mais n'ayant pas trouvé les différences assez considérables, nous avons cru devoir les répéter plus en grand.

ARTICLE VII. *Autre suite d'Expériences sur des Barreaux armés qui avoient des endents de différentes profondeurs.*

NOUS avons fait faire neuf barreaux armés, semblables à ceux de l'Expérience précédente; mais on a de plus observé combien il falloit de poids pour faire plier de 6 lignes les différents barreaux.

§ 1. Barreaux dont les endents avoient une ligne de profondeur.

Poids qui ont fait plier les pieces de 6 lignes.		*Poids qui les ont fait rompre.*	
liv.		liv. onc.	
1 . . . 85	Poids moyen, 75 liv.	1 . . 176 2	Force moyenne, 157 livres 4 onces.
2 . . . 65		2 . . 143 13	
3 . . . 75		3 . . 151 13	

§ 2. Barreaux dont les endents avoient deux lignes de profondeur.

Poids qui ont fait plier les pieces de 6 lignes.		*Poids qui les ont fait rompre.*	
liv.		liv. onc.	
1 . . . 119	Poids moyen, 104 l.	1 . . 189 2	Force moyenne, 179 livres 10 onces.
2 . . . 110		2 . . 179 10	
3 . . . 83		3 . . 170 4	

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 567 sur 651

§ 3. *Barreaux dont les endents avoient deux lignes & demie de profondeur.*

Poids qui ont fait plier les pieces de 6 lignes.		*Poids qui les ont fait rompre.*		
liv.		liv.	onc.	
1 . . . 102	} Poids moyen, 109 l.	1 . . 172	3	} Force moyenne, 187 livres 5 onces.
2 . . . 115		2 . . 184	8	
3 . . . 110		3 . . 205	5	

§ 4. *Remarques sur les Expériences précédentes.*

Nous avons dit pourquoi nous nous abstenions de conclure des premieres Expériences, que les pieces peu endentées étoient les plus fortes, quoique nous ayons vu que celles qui n'étoient endentées que d'une ligne & demie, avoient plus porté que celles qui étoient endentées de trois lignes, parce qu'il étoit sensible que les pieces qui étoient plus minces, devoient être les moins fortes.

Mais dans les dernieres Expériences où toutes les pieces avoient une même épaisseur, on peut remarquer :

1°, Que la force des barreaux dont les endents étoient de deux lignes, ou de deux lignes & demie, a été à peu près égale.

2°, Que la force des barreaux endentés de deux lignes, est plus grande de 11 livres 15 onces 4 gros, que celle des barreaux dont les endents n'avoient qu'une ligne de profondeur ; d'où l'on peut conclure, qu'à volume égal, les plus profonds endents ont procuré plus de force que ceux qui étoient moins considérables.

On voit sur-tout par la derniere suite d'Expériences, qui a été exécutée avec tout le soin possible, Que la force moyenne des barreaux dont les endents étoient d'une ligne, a été de 157 livres 4 onces.

Que celle des barreaux dont les endents étoient de deux lignes, a été de 179 livres 10 onces.

Que celle des barreaux dont les endents étoient de deux

lignes & demie, a été de 187 livres 5 onces.

Donc les barreaux endentés de deux lignes, ont eu un avantage de 22 livres 6 onces sur ceux dont les endents ont été d'une ligne; & les barreaux qui ont été endentés de deux lignes & demie, ont eu 7 livres 11 onces d'avantage sur ceux qui n'étoient endentés que de 2 lignes.

Cette augmentation de force est à peu près proportionnelle à la profondeur des endents : & l'on voit de plus que les pieces qui avoient des endents plus profonds ont moins plié sous la charge que les autres.

Quelque concluantes que soient les Expériences que nous venons de rapporter, l'objet est si important pour les pieces qu'on fait de plusieurs morceaux endentés les uns dans les autres, que nous avons jugé à propos de la répéter d'une autre façon.

ARTICLE VIII. *Autres Expériences dans lesquelles on a fait les endents des Barreaux de différentes profondeurs.*

ON a fait quatre barreaux d'assemblage d'égales dimensions, à l'exception de la profondeur des endents : les voici.

A deux barreaux cotés *A*, la profondeur des endents *c d* (*Pl. XXV. fig.* 4) étoit, savoir *a* d'une ligne & demie; *b*, de 2 lignes & demie; *c*, de 3 lignes & demie; *d*, de 4 lignes & demie. En additionnant toutes ces sommes, la coupure verticale étoit de 12 lignes.

Aux deux barreaux *B* (même figure) la profondeur de tous les endents *c d* étoit d'une ligne, & la somme de toutes les coupures perpendiculaires étoit de 6 lignes.

Il est bon de remarquer que les premiers endents *a* de la piece *A* (*Figure* 4) n'ayant qu'une ligne de profondeur, cette partie de ces barreaux étoit aussi forte que la même partie des barreaux *B*, & c'est à cet endroit que les pieces rompent ordinairement.

La force moyenne des deux barreaux *A*, a été de 256 liv. 12 onces.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 569 sur 651

Et la force moyenne des deux barreaux *B*, a été de 242 liv. 7 $\frac{1}{2}$ onces.

Ce qui fait voir que dans ces Expériences, comme dans les précédentes, les barreaux *A*, dont les endents étoient plus profonds, ont été de 14 livres 4 $\frac{1}{2}$ onces plus forts que les barreaux *B*, dont les endents étoient moins profonds.

L'objet que nous traitons nous a paru si intéressant, que nous n'avons point balancé d'exécuter une autre suite d'Expériences à dessein de connoître la juste proportion qu'on doit donner à la profondeur des endents, pour avoir la plus grande force relativement à l'épaisseur des bois.

ARTICLE IX. *Suite d'Expériences faites avec du bois de Chêne, pour connoître quelle profondeur il faut donner aux endents, relativement à la grosseur des pieces.*

NOUS avons jugé que les endents devoient être plus ou moins profonds suivant la grosseur des pieces ; & comme il nous parut convenable de faire ces Expériences avec du bois de Chêne, nous fîmes préparer 14 barreaux de Chêne pris dans un même plançon, à une pareille distance du cœur de l'arbre, & qui contenoient tous à peu près un pareil nombre de couches annuelles. Ils avoient chacun 3 pieds de longueur, 10 lignes de hauteur & 10 de largeur. On fit faire avec ces morceaux de bois bien choisis :

Deux barreaux dont les endents avoient 3 $\frac{1}{2}$ lignes de profondeur en *BC*, & il restoit en *AB* & en *DC*, 6 $\frac{1}{2}$ lignes de bois ; conséquemment l'épaisseur de la piece entiere *AD* étoit de 16 $\frac{1}{2}$ lignes.

Deux autres barreaux avoient les endents *BC* de 3 lignes de profondeur, & il restoit 7 lignes en *AB* & en *CD* : ainsi l'épaisseur de la piece entiere étoit de 17 lignes.

Deux autres barreaux avoient les endents de 2 lignes & demie de profondeur ; il restoit 7 lignes & demie en *AB* & en *CD*,

& la hauteur de la piece étoit de 17 lignes & demie.

Deux autres avoient les endents BC de 2 lignes de profondeur ; il reſtoit 8 lignes en AB & en CD, & la hauteur de la piece étoit de 18 lignes.

Deux autres barreaux avoient des endents CB d'une lig. & demie de profondeur : il reſtoit en AB & en CD 8 lignes & demie ; & par conſéquent l'épaiſſeur AD du barreau étoit de 18 $\frac{1}{2}$ lignes.

Deux autres barreaux avoient les endents BC d'une ligne de profondeur : il reſtoit 9 lignes en AB & en CD; & ainſi la piece entiere étoit de 19 lignes.

Enfin deux autres barreaux avoient les endents BC d'une demi-ligne de profondeur : il reſtoit 9 $\frac{1}{4}$ lignes en AB & en CD ; ainſi l'épaiſſeur de la piece entiere étoit de 19 $\frac{1}{2}$ lignes.

§ 1. PREMIERE EXPÉRIENCE.

LE barreau N°. 1, ayant des endents d'une demi-ligne de profondeur, qui eſt un vingt-quatrieme de ſa hauteur S, étant chargé de 300 liv. plia de 9 lignes ; & rompit, étant chargé de 375 livres.

Le barreau ſemblable N°. 2, étant chargé de 300 livres, plia de 10 $\frac{1}{2}$ lignes ; & rompit, étant chargé de 350 liv.

La force moyenne de ces barreaux étoit donc de 362 liv. & demie.

§ 2. SECONDE EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents d'une ligne de profondeur, ce qui fait un douzieme de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 5 lignes ; & rompit, étant chargé de 500 livres.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 5 lignes ; & rompit, étant chargé de 475 livres.

La force moyenne de ces barreaux étoit de 487 $\frac{1}{2}$ liv.

§ 3.

§ 3. TROISIEME EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents d'une ligne & demie de profondeur, ce qui fait un huitieme de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 5 lignes; & rompit, étant chargé de 580 livres.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 5 lignes; & rompit, étant chargé de 602 liv.

La force moyenne de ces barreaux étoit de 591 liv.

§ 4. QUATRIEME EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents de 2 lignes de profondeur, ce qui fait un sixieme de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 604 liv.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 550 liv.

La force moyenne de ces barreaux étoit de 577 liv.

§ 5. CINQUIEME EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents de 2 $\frac{1}{2}$ lignes de profondeur, ce qui fait à peu près un cinquieme de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 545 livres.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{2}$ lignes; & rompit, étant chargé de 555 livres.

La force moyenne de ces barreaux étoit de 550 liv.

§ 6. SIXIEME EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents de 3 lignes de profondeur, ce qui fait un quart de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 5 $\frac{2}{3}$ lignes; & rompit, étant chargé de 575 liv.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 6 $\frac{1}{3}$ lignes; & rompit, étant chargé de 500 liv.

La force moyenne de ces barreaux eſt de 537 $\frac{1}{2}$ liv.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 572 sur 651

§ 7. SEPTIEME EXPÉRIENCE.

LES barreaux ayant des endents de 3 ½ lignes de profondeur, ce qui fait à peu près un tiers de leur hauteur.

N°. 1 chargé de 300 livres, plia de 6 lignes; & rompit, étant chargé de 575 livres.

N°. 2 chargé de 300 livres, plia de 6 ½ lignes; & rompit, étant chargé de 537 liv.

La force moyenne de ces barreaux eſt de 556 liv.

§ 8. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

Ces Expériences font voir :

1°, Qu'il y a une proportion déterminée pour donner aux endents des armures une profondeur qui rende les pieces armées capables de la plus grande réſiſtance.

2°, Que les deux barreaux dont les endents n'avoient qu'une demi-ligne de profondeur, ont été les plus foibles, ſavoir 362 ½ liv. quoiqu'ils euſſent 6 lignes de plus en hauteur *A D*, que la derniere paire qui a eu 213 ½ liv. plus de force que la premiere paire.

3°, Que les endents augmentent la force des armures à meſure qu'ils ont plus de profondeur, juſqu'à ce qu'elles parviennent à peu près à la huitieme partie de l'épaiſſeur de la piece. Paſſé ce terme, les pieces deviennent d'autant plus foibles, à meſure qu'on augmente la profondeur des endents. Car la plus grande force s'eſt trouvée à la troiſieme paire, dont les endents avoient en profondeur la huitieme partie de la hauteur *E G* de la piece armée (*Planche XXV, fig.* 3 ou 4).

4°, Que toutes les pieces armées de cette Expérience, excepté la premiere paire, étant chargées de 300 livres, qui eſt plus de la moitié du poids qui les a fait rompre, n'ont plié, ſous cette charge, que de la quatrieme partie de l'épaiſſeur entiere de la piece : ce qui prouve qu'une piece armée eſt encore bien forte quand la charge la fait plier du quart de toute ſa hauteur *A C*, (*Figure* 8).

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 573 sur 651

5°, Comme les Expériences font voir que pour procurer aux pieces plus de réſiſtance, les endents des armures ne doivent pas être moindres de la huitieme partie de la hauteur de la poutre qu'on veut former de pluſieurs pieces d'aſſemblage, ni excéder la ſixieme partie, on pourroit établir pour regle qu'elles doivent être de la ſeptieme partie.

ARTICLE X. *Réſultat des Expériences que nous avons faites pour connoître s'il étoit à propos de beaucoup multiplier le nombre des endents.*

IL eſt ſenſible que ſi l'on faiſoit à la partie *AB* ou *BH* (*Fig.* 5) des endents fort longs, il y auroit trop peu de points d'appui pour réſiſter au refoulement des fibres qui ſont en condenſation lorſque les pieces ſont chargées; & que ſi l'on multiplioit trop les endents, ils pourroient ſe détacher, comme *DBA* (*Fig.* 10), & cela nous eſt arrivé pluſieurs fois. Nous avons conclu de pluſieurs Expériences, qu'il falloit donner aux parties *AB* ou *BH* (*Fig.* 5) au moins 22 fois la profondeur *HI* des endents.

Ayant établi par nombre d'Expériences quelles doivent être la longueur & la profondeur des endents, pour que les pieces armées ſoient les plus fortes qu'il eſt poſſible, nous nous ſommes propoſés d'examiner quelle doit être la proportion entre les pieces d'armure & la meche, ou la piece qu'on arme.

ARTICLE XI. *Expériences pour connoître quelle épaiſſeur relative on doit donner aux meches & aux pieces d'armures.*

§ 1. *Premiere ſuite d'Expériences.*

ON a fait ſix barreaux armés comme les précédents, avec du Chêne de Bourgogne. Tous étoient d'une même longueur, d'une même épaiſſeur & d'une même largeur. Mais à deux, *A* & *B*, on a donné aux armures 7 $\frac{1}{2}$ lignes de hauteur, & à la

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 574 sur 651

meche, 8 ½ lignes : à deux autres, *C* & *D*, on a donné aux armures 8 lignes de hauteur, & auſſi 8 lignes à la meche : enfin aux deux autres, *E* & *F*, 8 ½ lignes de hauteur aux armures, & 7 ½ lignes à la meche.

Le barreau *A* étant chargé de 200 livres, plia de 11 lignes; & rompit, étant chargé de 340 livres 12 onces.

B, chargé de 200 livres, plia de 13 lignes; & rompit, étant chargé de 294 livres 5 onces.

Leur force moyenne étoit donc de 317 livres 8 onces.

C, chargé de 200 livres, plia de 9 lignes; ayant perdu ſon bouge, il rompit, étant chargé de 344 liv.

D, chargé de 200 livres, plia de 11 lignes; & rompit, étant chargé de 300 livres.

Leur force moyenne étoit donc de 322 livres.

E, chargé de 200 livres, plia de 11 ½ lignes; & rompit, étant chargé de 320 livres.

F, chargé de 200 livres, plia de 11 ½ lignes; & rompit, étant chargé de 300 livres.

Leur force moyenne étoit donc de 310 livres.

§ 2. *Seconde ſuite d'Expériences.*

A, armé au tiers de ſon épaiſſeur, étant chargé de 100 livres, plia de 13 ½ lignes; & rompit, étant chargé de 123 livres.

B, de même armé au tiers de ſon épaiſſeur, étant chargé de 100 livres, plia de 13 lignes; & rompit, étant chargé de 134 liv. 3 onc.

Ainſi la force moyenne de ces deux barreaux étoit de 228 liv. 9 ½ onc.

C, armé à moitié de ſon épaiſſeur, étant chargé de 100 livres, plia de 14 ½ lignes; & rompit, étant chargé de 134 liv. 10 onc.

D, de même armé à la moitié de ſon épaiſſeur, étant chargé de 100 livres, plia de 17 lignes; & rompit, étant chargé de 126 livres une once.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 575 sur 651

Ainſi la force moyenne de ces deux barreaux étoit de 130 liv. 5 ½ onc.

E, armé aux deux tiers de ſon épaiſſeur, étant chargé de 100 livres, plia de 15 lignes; & rompit, étant chargé de 126 livres 3 onces.

F, de même armé aux deux tiers de ſon épaiſſeur, étant de 100 livres, plia de 13 lignes; & rompit, étant chargé chargé de 141 livres 4 onces.

Ainſi la force moyenne de ces deux barreaux étoit de 133 livres 12 ½ onces.

§ 3. *Troiſieme ſuite d'Expériences.*

SIX barreaux de 16 lignes de hauteur.

Deux barreaux dont l'armure avoit 6 lignes de hauteur & la meche 10 lignes; leur force moyenne fut de 261 livres 14 onces.

Deux barreaux dont l'armure avoit 8 lignes de hauteur & la meche pareillement 8 lignes; leur force moyenne fut de 287 livres 6 onces.

Enfin deux barreaux dont l'armure avoit 10 lignes de hauteur & la meche 6 lignes; leur force moyenne fut de 248 liv.

§ 4. *Quatrieme ſuite d'Expériences.*

ON fit encore ſix barreaux.

A deux, l'armure avoit 7 lignes d'épaiſſeur & la meche 9; leur force moyenne fut de 287 livres 5 onces.

A deux autres, l'armure, ainſi que la meche, avoient 8 lignes de hauteur; leur force moyenne fut de 301 liv. 12 ½ onc.

Enfin aux deux autres, l'armure avoit 9 lignes de hauteur & la meche 7 lignes; leur force moyenne fut de 219 liv. 5 ½ onc.

§ 5. *Cinquieme ſuite d'Expériences.*

ON fit de plus ſix autres barreaux.

A deux barreaux, l'armure avoit 6 ½ lignes d'épaiſſeur, & la meche 8 ½ lignes ; leur force moyenne fut de 303 livres 3 onces.

A deux autres, l'armure avoit 7 ½ lignes de hauteur, & la meche de même ; leur force moyenne fut de 310 liv. 3 onc.

Enfin à deux autres, l'armure avoit 7 lignes de hauteur, & la meche 8 lignes ; leur force moyenne fut de 262 liv. 11 ½ onc.

Nota que nous avons répété toutes les Expériences dont nous venons de parler ſur des pieces endentées, comme le repréſente la *Figure* 7 ; *EF*, la largeur des entailles ; *GE*, le bois qui reſtoit entre les entailles ; *IH*, la profondeur des entailles : & les réſultats des Expériences ont été à peu près les mêmes.

§ 6. *Sixieme ſuite d'Expériences.*

PREMIERE EXPÉRIENCE.

DEUX barreaux dont les armures avoient 6 lignes d'épaiſſeur, & les meches 10 lignes ; force moyenne 261 liv. 14 onc.

Deux barreaux dont les armures avoient 8 lig. d'épaiſſeur, & les meches de même 8 lignes ; force moyenne 287 livres 6 onces.

Deux barreaux dont les armures avoient 10 lig. d'épaiſſeur, & les meches 6 lignes ; force moyenne 248 liv.

SECONDE EXPÉRIENCE.

DEUX barreaux dont les armures avoient 7 lignes d'épaiſſeur, & les meches 9 lignes ; leur force moyenne 287 liv. 5 onc.

Deux barreaux dont les armures avoient 8 lignes d'épaiſſeur, & les meches de même 8 lignes ; leur force moyenne 301 liv. 12 onces.

Deux barreaux dont les armures avoient 9 lignes d'épaiſſeur, & les meches 7 lignes ; leur force moyenne 219 liv. 5 onc.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 577 sur 651

TROISIEME EXPÉRIENCE.

DEUX barreaux dont les armures avoient 6 ½ lig. de hauteur, & les meches 8 ½ lignes; leur force moyenne a été de 303 liv. 3 onces.

Deux barreaux dont les armures avoient 7 ½ lignes de hauteur, & les meches de même 7 ½ lignes; leur force moyenne a été de 310 livres 3 onces.

Deux barreaux dont les armures avoient 7 lignes de hauteur, & les meches 8 lignes; leur force moyenne a été de 262 livres 11 onces.

QUATRIEME EXPÉRIENCE.

DEUX barreaux dont les armures avoient 7 ½ lignes de hauteur, & les meches 8 ½ lignes; leur force moyenne a été de 317 liv. 8 onc.

Deux barreaux dont les pieces d'armures avoient 8 lignes, & les meches auſſi 8 lignes d'épaiſſeur; leur force moyenne a été de 322 liv. 4 onc.

Deux barreaux dont les pieces d'armures avoient 8 ½ lignes, & les meches 7 ½ lignes de hauteur; leur force moyenne a été de 310 livres.

Voilà bien des faits qu'on peut combiner par le calcul, & nous aurions volontiers épargné ce ſoin au Lecteur, ſi nous n'étions pas forcé d'abréger, pour ne point trop groſſir ce Volume; nous nous bornerons donc à tirer de toutes ces Expériences quelques conſéquences générales.

§ 7. *Conſéquences qu'on peut tirer des Expériences précédentes.*

IL paroît, par ces Expériences, que les plus forts barreaux ont été ceux où les pieces d'armure avoient la même hauteur que les meches, & que les plus foibles étoient ceux où les armures avoient moins de hauteur que les meches.

Nous avons exécuté de pareilles Expériences ſur des barreaux plus forts; mais comme le réſultat a été à peu près pareil, nous n'en parlerons point. Nous allons rapporter les Obſervations que nous avons faites ſur la façon dont ces barreaux ont rompu.

ARTICLE XII. *Obſervations ſur la façon dont les Barreaux ont rompu.*

EN examinant avec attention tous les barreaux rompus, nous avons apperçu que c'eſt toujours la meche qui rompt, au milieu & au-deſſous de la réunion des deux armures, à l'endroit *C G F* (*Figure 6*); aux uns, les éclats s'étendoient du côté droit, & aux autres du côté gauche. On voyoit encore que les endents ſouffrent une grande contraction : on l'appercevra encore mieux par les détails où nous allons entrer.

Aux barreaux dont les endents n'avoient qu'une demi-ligne de profondeur, les endents, tant des armures que de la meche, ſe ſont refoulés, les pieces ont gliſſé les unes ſur les autres, & la meche a rompu au milieu, (*Figure* 8).

Aux barreaux dont les endents avoient une ligne de profondeur, les endents ſe ſont emportés d'un côté ſeulement. *A* (*Figure 9*) s'eſt plus déchiré que *B*; *B*, plus que *C*; & *C*, plus que *D* : l'autre côté de la piece eſt reſté dans ſon état naturel, les endents étant ſeulement un peu refoulés.

Aux barreaux dont les endents avoient une ligne & demie de profondeur, les endents ſe ſont refoulés d'un côté ſeulement; à l'autre côté *E D*, (*Pl. XXV. figure* 10) ils ſont reſtés dans leur état : le premier endent *A B C* s'eſt détaché tout entier ſuivant le fil du bois.

Aux barreaux dont les endents avoient deux lignes de profondeur, les endents ſe ſont moins refoulés, mais toujours d'un même côté *A*, (*Figure* 11) : ils ont rompu au milieu de la meche, où les fibres ſe ſont arrachées par filaments.

Aux barreaux dont les endents avoient 2 $\frac{1}{2}$ lignes de profondeur, les endents n'ont point éprouvé de refoulement ſenſible

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 579 sur 651

ſible (*Figure* 12) : ils ont rompu au milieu par grands filaments.

Aux barreaux dont les endents avoient 3 lignes de profondeur, il n'y a point eu de refoulement; mais un endent *A B C*, (*Figure* 13) s'eſt détaché en entier : la meche a rompu au milieu par filaments.

Aux barreaux dont les endents avoient 3 $\frac{1}{2}$ lignes de profondeur, les endents (*Figure* 14) ſont reſtés dans leur entier : la meche a rompu au milieu & par filaments; mais comme elle étoit mince, elle n'a pas porté un auſſi grand poids que les autres.

On voit dans les endents l'effet de la compreſſion des fibres, & dans les meches les effets d'une grande tenſion; étant forcées d'obéir à cette puiſſance, elles ont rompu, comme on le voit (*Figure* 15). Ces réflexions nous ont engagé à faire encore les Expériences ſuivantes.

ARTICLE XIII. *Expériences pour connoître l'effet de la contraction des fibres qui ſont en refoulement.*

§ 1. *Premiere ſuite d'Expériences.*

NOUS avons pris ſix barreaux armés (*Figure* 16).

Deux, N^os^. 1 & 2, étoient armés au tiers, de ſorte que l'armure *A B* avoit 4 $\frac{1}{3}$ lignes de hauteur, & la meche *C D* 8 $\frac{2}{3}$ lig.

Deux, N^os^. 3 & 4, étoient armés à moitié, de ſorte que l'armure *A B* avoit 6 $\frac{1}{2}$ lig. de hauteur, & la meche *C D* auſſi 6 $\frac{1}{2}$ lig.

Deux, N^os^. 5 & 6, étoient armés aux deux tiers, de ſorte que l'armure *A B* avoit 8 $\frac{2}{3}$ lig. de hauteur, & la meche *C D* 4 $\frac{1}{3}$ lig.

Les endents avoient 2 lig. de profondeur, & la hauteur totale *A C* des barreaux étoit de 13 lig. non compris la profondeur des endents.

Comme nous ſavions que ces barreaux devoient porter aux

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 580 sur 651

environs de 130 livres, nous les chargeâmes peu à peu de 100 livres ; puis nous ôtâmes les poids pour mesurer ce que chaque barreau avoit perdu de sa courbure, étant chargé de ce poids.

N°. 1 avoit perdu 4 $\frac{1}{4}$ lignes ; N°. 2, 3 $\frac{1}{2}$ lignes ; N°. 3, 3 $\frac{1}{4}$ lignes ; N°. 4, 4 $\frac{1}{3}$ lignes ; N°. 5, 2 $\frac{1}{2}$ lignes ; N°. 6, 2 $\frac{1}{2}$ lignes.

On voit, par cette Expérience, que les pieces dont les endents étoient moins considérables, ont plus perdu de leur courbure ; & si le N°. 4 s'est un peu éloigné de cette regle, il faut faire attention, pour cette Expérience comme pour toutes les autres, que malgré la grande adresse de celui qui travailloit les barreaux, il étoit presque indispensable que quelques-uns fussent moins exactement travaillés que les autres.

§ 2. *Seconde suite d'Expériences.*

Nous ne prîmes qu'un seul barreau, & nous le chargeâmes d'un même poids ; mais pendant différents intervalles de temps.

Ce barreau (*Figure* 19) avoit 3 pieds de longueur *A B*, 7 lig. de largeur *B C*, & 14 lig. de hauteur totale *C D*. Les pieces d'armure *D B* ayant 6 lignes d'épaisseur, & la meche *B C* ayant pareillement 6 lignes ; les endents *FG*, *fg*, &c. avoient 2 lignes de profondeur.

PREMIERE EXPÉRIENCE.

Ce barreau étoit appuyé par ses extrémités, on le chargea dans le milieu ; & pour le faire plier jusqu'à la ligne droite *A B* (*Fig.* 17), il fallut le charger de 90 livres : ainsi ce poids le fit plier de *L K* égal à 7 $\frac{1}{2}$ lig. L'ayant déchargé tout de suite, on n'apperçut aucun dommage sensible : mais ayant mesuré sa courbure, elle étoit diminuée d'une demi-ligne.

On le chargea du même poids ; & on le laissa chargé pendant 24 heures : au bout de ce temps, il se trouva avoir plié de 10 lig. Etant déchargé, sa courbure étoit diminuée de 2 lig.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 581 sur 651

On le chargea du même poids ; & 48 heures après, il avoit plié de 10 $\frac{1}{2}$ lig. L'ayant déchargé, ſa courbure étoit diminuée de 2 $\frac{1}{4}$ lig.

On le chargea du même poids ; & l'ayant laiſſé en charge pendant 8 jours, il avoit plié de 10 $\frac{3}{4}$ lignes : après l'avoir déchargé, il avoit perdu 2 $\frac{3}{4}$ lignes de ſa courbure.

On le chargea de nouveau de 90 livres, & au bout d'un mois il avoit plié de 12 $\frac{1}{4}$ lignes ; étant déchargé, il avoit perdu 4 lignes de ſa courbure.

En le viſitant, on remarqua que la jointure *H I* (*Fig.*) 17) étoit fort élargie ; & les fibres, de part & d'autre de ce joint, étoient refoulées : les deux endents *G g* étoient un peu refoulés ; les autres ne l'étoient preſque point, & les ſuivants point du tout.

Seconde Expérience.

On remit ce barreau à ſa premiere courbure en le tenant aſſujetti ſur la cale *K L* (*Fig.* 17) ; alors la jointure *H I* parut beaucoup plus élargie : on introduiſit dans ce joint un coin de bois dur, & l'ayant remis en liberté, il conſerva ſa premiere courbure égale à 7 $\frac{1}{2}$ lig.

On le chargea de nouveau de 90 livres : il plia ſous ce poids comme la premiere fois, juſqu'à perdre toute ſa courbure, qui étoit de 7 $\frac{1}{2}$ lig. L'ayant laiſſé en charge pendant une demi-heure, & l'ayant enſuite déchargé, il avoit perdu une lig. de ſa courbure.

On le chargea encore du même poids de 90 livres ; & 24 heures après, il avoit plié de 10 lignes ; étant déchargé, il avoit perdu 2 lig. de ſa courbure.

On le chargea encore de 90 livres ; & un mois après, il avoit plié de 13 lig. étant déchargé, il avoit perdu 3 $\frac{1}{2}$ lig. de ſa courbure.

Après toutes ces épreuves, la jointure *H I* s'étoit encore un peu ouverte, le bois s'étoit refoulé, & le coin ne tenoit preſque plus. On remarqua que les fibres s'étoient refoulées à la partie ſupérieure en *M M M*, où il s'étoit formé un

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 582 sur 651

petit bourrelet, comme un repliement des fibres les unes contre les autres.

On n'apperçut aucun dommage à la partie inférieure, ſinon que les endents depuis *N* juſqu'à *O* étoient un peu refoulés, & les autres point du tout.

TROISIEME EXPÉRIENCE.

COMME ce barreau ne pouvoit être d'aucune utilité dans cet état, on coupa l'armure en *N* & en *O* (*Fig.* 17), & cette partie *N O* faiſoit le tiers de la longueur du barreau. Alors le barreau ſe redreſſa preſqu'entiérement : il reſta ſeulement un peu de courbure vers les extrémités à cauſe des endents *T T T*, &c. qui étoient reſtés en place.

On remit le barreau ſur la cale *K L*, pour lui faire reprendre ſa premiere courbure, & on ajuſta dans la place *N O* un morceau d'armure *V* (*Fig.* 18). On ajuſta enſuite deux autres pieces ſemblables *E F*, *F G*, qui avoient la même largeur *B C* que le barreau.

Il faut concevoir que la piece *N O* avoit ſa hauteur *C E* égale à la hauteur *E D* de la *Figure* 17 : la ſeconde piece *E F* avoit 3 lignes de plus d'épaiſſeur que *C E* ; & la troiſieme *F G* avoit 6 lignes plus de hauteur que *C E*.

Ces trois pieces étoient ſi exactement travaillées, qu'en les mettant en place, & les preſſant fortement contre la meche, le barreau prenoit préciſément ſa premiere courbure 7 $\frac{1}{2}$ lig.

On s'étoit abſtenu de clouer ces morceaux d'armure ſur la meche, afin de pouvoir les changer à volonté.

On mit la premiere piece *N V O* (*Fig.* 18) à l'endroit *N O* (*Figure* 17) ; on la lia fortement avec de la ficelle ſur la meche *A B* ; on la chargea enſuite de 90 livres : mais ce poids n'ayant pas été ſuffiſant pour la faire plier de 7 $\frac{1}{2}$ lignes, ou de toute ſa courbure, on fut obligé d'ajouter des poids juſqu'à 120 liv.

Alors on ôta cette premiere piece *N V O* ; & l'on mit à la place la ſeconde 2 *E*, qui avoit 3 lignes d'épaiſſeur de plus ;

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 583 sur 651

on la lia à la meche avec de la ficelle ; & pour faire perdre au barreau ſa courbure, il fallut le charger de 140 liv.

Enfin on ôta encore ce ſecond morceau d'armure, on y ſubſtitua le troiſieme *3 F* ; & pour faire perdre au barreau ſa courbure, il fallut le charger de 170 liv.

Si l'on fait attention que le barreau a été de 30 livres plus fort lorſqu'on a eu ſubſtitué la piece *N V O* (*Figure* 18) à la piece *N O* (*Fig.* 17), quoique la piece qu'on avoit ajoutée ne fût pas plus forte que celle qu'on avoit retranchée, on eſt diſpoſé à en conclure que les armures faites de trois pieces ſeroient plus fortes que celles de deux. Ce fait, qui met en état de ſubſtituer des bois courts à des bois longs, nous a paru aſſez intéreſſant pour nous déterminer à nous en aſſurer par des Expériences particulieres que nous rapporterons dans la ſuite ; mais il faut auparavant faire quelques réflexions ſur les Expériences précédentes.

§ 3. Remarques ſur l'action des fibres ligneuſes lorſque les Barreaux armés ſont chargés.

PAR la conſtruction du barreau armé qui a été chargé de 90 livres pendant différents intervalles de temps, on conçoit qu'étant appuyé par ſes extrémités, & chargé dans le milieu, les fibres de la partie ſupérieure, ou des armures, ont entré en contraction à meſure que le barreau a plié ſous la charge, & tous les joints ſe ſont comprimés pendant que les fibres qui compoſoient la partie inférieure, ou la meche, étoient toutes en tenſion. Ces vérités ont été démontrées au commencement de ce Livre ; & les Expériences que nous venons de rapporter les mettent dans une entiere évidence.

Effectivement puiſque ce barreau, chargé de 90 livres à différentes repriſes, & pendant des intervalles de temps inégaux, perd une portion de ſa courbure lorſqu'on l'a déchargé, s'approchant de la ligne droite à chaque repriſe, & toujours relativement au temps que le barreau a demeuré chargé, il faut que les fibres ligneuſes, qui par la rencontre des endents

entretiennent cette courbure, perdent de leur reſſort à meſure que le barreau perd de la ſienne. Sont-ce les fibres qui ſont en contraction, ou celles qui ſont en dilatation, qui ſouffrent cette perte ? Nous avons déja diſcuté cette queſtion ; mais les Expériences que nous venons de rapporter, nous engagent à y revenir, parce qu'elles fourniſſent de nouvelles preuves de ce que nous avons avancé.

On a vu que notre barreau ayant demeuré pendant deux mois chargé de 90 livres, a plié de 12 $\frac{1}{2}$ lignes, & qu'étant déchargé il avoit perdu 4 lignes de ſa courbure. La jointure *H I* (*Fig.* 17) fut trouvée beaucoup élargie ; on a rempli cette ouverture avec une nouvelle piece d'armure qui l'a remis au degré de courbure que le barreau avoit perdu. Dans cet état, il a été chargé une ſeconde fois de 90 livres pendant les mêmes intervalles de temps, & à chaque repriſe il s'en eſt ſuivi les mêmes effets qu'à la premiere épreuve.

La nouvelle piece d'armure qu'on a introduite dans l'ouverture du joint, ayant rendu au barreau la force qu'il avoit perdue par la premiere épreuve, ceci eſt exactement pareil à ce qui eſt arrivé à nos barreaux ſciés. Le coin que nous avons mis dans le trait de la ſcie a bien pu réparer le refoulement des fibres qui étoient en contraction ; mais il n'a rien pu produire ſur celles qui étoient en dilatation. On a donc lieu de penſer que ces fibres n'avoient point été affoiblies dans la premiere épreuve, puiſqu'à l'aide du coin, ou du morceau d'armure, le barreau a ſoutenu dans la ſeconde épreuve, & dans les mêmes circonſtances, la même charge qu'à la premiere. Donc, ce barreau qui étoit près de rompre, ayant plié de 12 $\frac{1}{2}$ lignes à la premiere épreuve, n'a été dans cet état que par le défaut du reſſort des fibres contractées qui s'étoient refoulées & racourcies dans tous les endroits où elles ſe touchoient.

Nous ſommes donc diſpoſés à conclure de cette derniere Expérience, comme nous l'avons déja fait plus haut, que les barreaux armés perdent principalement leur force par le défaut du reſſort des fibres qui ſont en contraction, leſquels ſe refoulent mutuellement aux points de leur contact, & que les

fibres en dilatation influent peu dans le cas dont il s'agit.

Cette conſéquence paroît confirmée par la troiſieme épreuve, lorſqu'après avoir coupé la partie *N O* (*Figure* 17) qui avoit été refoulée pendant la ſeconde épreuve, on a vu ce même barreau rétabli par le morceau d'armure *N O* (*Figure* 18), & ſa force beaucoup augmentée par le morceau *G* 3. Ces morceaux d'armure n'ont fait, comme les coins, que remplacer les fibres qui étoient refoulées aux points de contact. Car ſi, par ſuppoſition, les fibres en dilatation avoient perdu par la premiere opération un peu de leur force, il eſt évident que cette meche, après tant d'épreuves, n'auroit pas ſoutenu un poids près du double des premieres ſans avoir plié davantage: d'où l'on peut conclure que les fibres qui ſont en dilatation, s'affoibliſſent peu juſqu'au moment de leur rupture.

On pourroit croire cependant que les fibres qui entrent en dilatation, pourroient bien avoir acquis par la tenſion un peu de longueur, & qu'elles auroient contribué par-là en quelque choſe à l'ouverture du joint *H I* (*Fig.* 17). Nous avons penſé au commencement de ce Livre, que cet allongement pouvoit avoir lieu, mais que ſon effet étoit beaucoup moins ſenſible que la contraction des fibres qui ſont en condenſation : cependant ſi on ſe rappelle que quand, à la troiſieme Expérience, on a mis en place à l'endroit *N O* (*Figure* 17) la piece d'armure *G* 3 (*Fig.* 18), elle a auſſi préciſément rempli l'eſpace *NO*, que les pieces 2 *F* & 1 *E*, (*Figure* 18), de ſorte que la courbure du barreau étoit toujours 7 $\frac{1}{2}$ lignes ; il eſt clair que cela n'auroit pas été, ſi les fibres qui étoient en tenſion s'étoient allongées, puiſque les trois pieces d'armure 1 *E*, 2 *F* & 3 *G*, étoient de même longueur.

Il paroît donc aſſez bien prouvé par ces trois Expériences:

1°, Que les fibres ligneuſes des barreaux armés qui ont formé la meche, & qui ont été fortement tendues au point d'être près de rompre, n'ont été ni allongées ni affoiblies ſenſiblement, juſqu'à ce qu'elles aient eté rompues.

2°, Que les fibres des armures qui ſont comprimées, ſe refoulent, qu'elles perdent une partie de leur longueur & le reſſort qui pourroit les rétablir.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 586 sur 651

Cela prouve que dans les pieces armées, il faut donner aux endents assez de profondeur pour augmenter la surface des parties qui s'appuient les unes sur les autres, toujours relativement à la résistance des fibres qui sont en tension ; & cette conséquence s'accorde à merveille avec le résultat des Expériences que nous avons faites pour connoître la profondeur qu'on devoit donner aux endents dans les barreaux armés. Aux uns, les endents n'avoient qu'une ligne & demie de profondeur ; aux autres, 2 $\frac{1}{2}$ lignes ; aux autres, 3 $\frac{1}{2}$ lignes, & aux autres, &c.

Voyant que nos barreaux armés rompoient toujours au-dessous des armures & au milieu des meches, nous soupçonnâmes que l'augmentation de force du barreau (*Figure* 17) par l'addition des pieces d'armure 2 *F* & 3 *G* de la *Figure* 18, pouvoit venir de ce que ces pieces étoient plus épaisses que la premiere piece *N V O* ; nous imaginâmes de fortifier ces barreaux armés ainsi que nous allons l'expliquer.

ARTICLE XIV. *Expériences pour s'assurer si l'on peut augmenter la force des Barreaux armés en mettant une petite engraisse sur la réunion des deux armures.*

LA force moyenne des barreaux armés *A B* (*Figure* 19), de 3 pieds de longueur, de 7 lignes de largeur & de 12 lignes de hauteur, dont les endents ont 1 $\frac{1}{2}$ ligne de profondeur, a été reconnue être de 108 livres.

Nous avons fait faire deux barreaux pareils armés *A & B* (*Fig.* 19) ; & sur la jonction *b* des deux pieces d'armure, nous avons fait mettre une petite planche *a e c* qui est ponctuée sur la *Figure* 19 : elle avoit 1 $\frac{1}{2}$ ligne d'épaisseur en *e*, & finissoit à rien du côté *a* & du côté *c* ; la force moyenne de ces deux barreaux a été de 127 livres ; c'est-à-dire, de 19 livres plus forte que celle des autres barreaux : je l'attribue à ce que la petite planche *a e c* faisoit que la charge étoit distribuée sur une

une plus grande longueur du barreau. Il faut voir maintenant si l'on peut augmenter la force des barreaux en faisant les armures de trois pieces au lieu de deux.

ARTICLE XV. *Comparaison des Barreaux armés à l'ordinaire, dont l'armure n'est que de deux pieces, avec des Barreaux dont l'armure est de trois pieces.*

NOUS avons encore éprouvé la force de deux barreaux armés dont la meche ou le tirant *A B* (*Pl. XXV*, *fig.* 19) étoit d'une piece, & l'armure *E D*, de deux pieces *a c*. Ces barreaux avoient 3 pieds de longueur *A B*, 16 lignes de hauteur *C D*, & 8 lignes d'épaisseur *E F*; leur force moyenne s'est trouvée de 357 livres.

Deux barreaux de pareilles dimensions, mais dont l'armure étoit formée de trois pieces *C*, *D*, *E*, (*Figure* 20), ont rompu étant chargés de 304 livres. C'est 53 livres moins que ceux dont l'armure étoit de deux pieces.

Cette différence de ce qu'on a vu, Art. XIII, vient de ce que dans cette derniere Expérience, outre la compression des endents *h h*, il s'en est fait en *F* & en *G*, au lieu qu'à l'Article XIV, les pieces qu'on substituoit à la piece *N O* (*Figure* 17) rempliſſoient le vuide que la compression précédente avoit occasionné : & je crois que si l'on avoit chassé des coins dans les joints *F G* de la *Figure* 20, ces barreaux auroient été plus forts que ceux de la *Figure* 19; mais nous reviendrons sur ce point.

ARTICLE XVI. *Récapitulation de ce qui a été traité dans ce Chapitre.*

NOUS avons comparé, dans le Chapitre septieme, la force des barreaux simples, & faits d'un seul morceau, avec la force des barreaux pareils, mais qu'on avoit sciés à leur partie supérieure de plusieurs traits de scie, qu'on avoit ensuite remplis avec une planche mince de bois sec.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 588 sur 651

Nous avions employé ce moyen pour prouver que dans un barreau que l'on charge, il y a des fibres qui ſont en compreſſion pendant que d'autres ſont en dilatation ; il nous a paru convenable de répéter ces mêmes Expériences dans ce huitieme Chapitre, pour nous mettre en état de faire mieux comprendre en quoi conſiſte la force des barreaux armés.

Nous avons donc éprouvé la force de ces barreaux ſciés, & nous l'avons comparée, tant à la force des barreaux ſimples qu'à celle des barreaux armés, ou formés de différentes pieces aſſemblées les unes avec les autres par des endents. Mais il eſt évident qu'il doit y avoir un point le plus avantageux pour faire les endents plus ou moins profonds. Il eſt ſenſible que ſi l'on ne les faiſoit pas aſſez profonds, la quantité des fibres qui ſont refoulées étant peu conſidérable, & ne pouvant pas réſiſter à la compreſſion, les barreaux ſe courberoient, & romproient bientôt. Mais ſi l'on faiſoit les endents très-profonds, on diminueroit la ſomme des fibres qui ſont en dilatation ; ce qui pourroit affoiblir encore les barreaux. Il y a donc en ceci un *maximum* à obſerver : comme l'Expérience ſeule peut le faire connoître, nous l'avons cherché par cette voie, & l'objet nous a paru aſſez intéreſſant pour être étudié avec attention ; c'eſt pourquoi nous avons beaucoup multiplié les Expériences. En les exécutant, nous avons remarqué qu'il y avoit des endents qui éclatoient, ce qui nous a fait deſirer de ſavoir quelle largeur il falloit donner aux endents. Il eſt clair qu'en multipliant beaucoup les endents, on augmente la ſomme des ſurfaces qui ſont en contraction, de même que quand on les fait plus profonds ; mais auſſi les endents ayant moins de ſoutien, ils ſont plus expoſés à éclater. Nous avons donc fait des Expériences pour ſavoir s'il étoit avantageux, ou non, de multiplier le nombre des endents. Nous avons encore fait des Expériences pour connoître ſi les barreaux armés étoient en état de ſupporter long-temps un fardeau conſidérable dont on les laiſſeroit chargés.

Après ces recherches, il ne nous reſtoit plus, pour acquérir toutes les connoiſſances qu'on pouvoit deſirer ſur les bar-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 589 sur 651

reaux armés, que d'examiner si l'on pouvoit conserver leur force en les faisant d'un plus grand nombre de pieces; dans toutes les Expériences que nous avons faites jusqu'à présent, la meche, ou le tirant, étoit toujours d'un seul morceau, & les armures étoient de deux pieces. Il est évident que si l'on pouvoit, sans inconvénient, faire les armures de quatre ou cinq pieces, & les meches de trois, on se mettroit dans le cas très-avantageux de pouvoir employer des bois courts pour faire de grandes poutres. Il est vrai que par ces assemblages, on augmenteroit la consommation du bois & la main d'œuvre; mais, enfin, avec des bois courts & menus on feroit son ouvrage, ce qui ne seroit pas possible quand on manque de bois longs & de gros équarrissage.

Ayant remarqué que les barreaux rompoient par le milieu des tirants, au-dessous de la réunion des armures, nous avons fait des Expériences pour connoître si l'on augmenteroit leur force en mettant une petite semelle de bois non endentée qui couvriroit la réunion des armures : l'effet de cette semelle n'a pas été fort avantageux, parce que n'étant point endentée avec les armures, elle ne les a point empêché de glisser, & elle n'a produit aucun effet relativement à la condensation ni à la dilatation des fibres. Le Chapitre suivant est destiné à examiner si l'on peut, sans inconvénient, augmenter le nombre des pieces pour la meche, ou pour les armures.

CHAPITRE IX.

Des Armures variées de différentes façons.

POUR assembler les pieces armées, on peut faire les endents comme autant de plans inclinés (*Pl. XXV. fig. 5*) : jusqu'à présent nous n'avons presque parlé que de ceux-là. Ou bien on peut faire les endents comme autant de dés (*Fig. 7 même Planche*) :

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 590 sur 651

c'eſt de cette façon qu'on aſſemble les mâts, ainſi que nous l'avons repréſenté dans le quatrieme Livre. Comme nous aurons à parler des uns & des autres, nous appellerons les uns (*Pl. XXVI, fig* 1) *Endents obliques AC;* & les autres, *Endents en dés* (*Figure* 2).

ARTICLE I. *Expérience ſur des Barreaux armés de deux pieces avec des endents obliques.*

POUR connoître laquelle de ces deux armures ſeroit préférable, nous avons fait faire deux barreaux armés à l'ordinaire à endents obliques (*Figure* 1); ils avoient de longueur chacun 3 pieds, *AD*, 16 lignes, de hauteur *AB*, & 8 lignes de largeur *BC;* ils étoient formés de trois pieces: la meche *AD* d'une piece, les armures *C* & *E* de deux pieces. Ces barreaux armés avoient 11 lignes de courbure *FG*. Un de ces barreaux étant chargé de 200 livres, plia de 7 lignes, & l'autre, de 7 $\frac{1}{2}$ lignes.

Leur force moyenne étoit de 357 livres.

ARTICLE II. *Expérience ſur des Barreaux armés de deux pieces avec des endents en dés.*

NOUS fîmes faire deux autres barreaux de mêmes dimenſions que les précédents, & qui n'en différoient que par la forme des endents, qui étoient en dés (*Figure* 2). Etant chargés de 200 livres, ils plierent l'un & l'autre de 8 lignes; & leur force moyenne ſe trouva de 372 $\frac{1}{4}$ livres.

ARTICLE III. *Conſéquences des Expériences précédentes.*

LES barreaux dont les endents étoient en dés (*Figure* 2), ſe ſont donc trouvés de 15 livres 4 onces plus forts que ceux (*Figure* 1) dont les endents étoient obliques. Cependant c'eſt cette derniere façon de faire les endents (*Figure* 1) qui eſt d'uſage pour faire des poutres & des baux armés; & notre

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 591 sur 651

Expérience eſt favorable à la façon d'aſſembler les mâts : car elle differe peu de la *Figure* 2. La ſupériorité de cet aſſemblage ſera confirmée par d'autres Expériences.

Article IV. *Expérience ſur un Barreau armé de trois pieces, avec des endents obliques.*

Pour connoître s'il ſeroit poſſible de faire des barreaux armés avec un plus grand nombre de pieces ſans perdre beaucoup ſur leur force, nous avons fait faire un barreau (*Figure* 3) à endents obliques tout à fait ſemblable à celui de la *Figure* 1 ; la meche *AD* étoit d'une piece ; mais les pieces d'armure *BE*, étoient de trois pieces, *H*, *I*, *K*, & la courbure étoit de 10 lignes. Etant chargés de 200 livres, l'un & l'autre ont plié de 11 lignes ; & leur force moyenne s'eſt trouvée de 304 $\frac{1}{2}$ livres.

Article V. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

On voit que ce barreau eſt de 67 $\frac{3}{4}$ livres plus foible que celui dont les armures n'étoient que de deux pieces (*Fig.* 1).

Article VI. *Expériences ſur des Barreaux armés de trois pieces, avec des endents en dés.*

Nous nous propoſâmes enſuite d'éprouver quelle ſeroit la force des barreaux dont les armures ſeroient pareillement de trois morceaux, mais dont les endents ſeroient en dés (*Fig.* 4).

Nous fîmes donc faire deux barreaux tout à fait ſemblables aux précédents, & qui n'en différoient qu'en ce que les endents étoient en dés au lieu d'être obliques.

Ces barreaux étant chargés de 200 livres, plierent de 9 lignes ; & leur force moyenne ſe trouva de 373 $\frac{1}{2}$ livres.

ARTICLE VII. *Conſéquences de l'Expérience précédente.*

CES barreaux ſe ſont trouvés de 69 livres plus forts que ceux de la *Figure* 3 ; d'une livre $\frac{1}{4}$ plus forts que ceux de la *Figure* 1 ; & de 16 $\frac{1}{2}$ livres plus forts que ceux de la *Figure* 2 ; ce qui eſt encore à l'avantage des endents en dés, & de l'aſſemblage des mâts.

Mais il eſt bon de remarquer qu'à la circonſtance près de la forme des endents, les uns obliques, les autres en dés, tous les barreaux, dont nous venons de parler, devroient être à peu près de même force, ſi les endents étoient faits dans les uns & dans les autres avec une pareille exactitude, puiſque les pieces d'armures qui ſont en contraction s'appuient bout à bout les unes contre les autres, & font toutes l'effort de bois debout : mais après ce que nous avons dit à l'occaſion des barreaux ſciés d'une partie de leur épaiſſeur, on apperçoit que ſi ces pieces n'étoient pas exactement jointes les unes aux autres, elles plieroient beaucoup, &, pour cette raiſon, les barreaux ſeroient très-affoiblis. Ceci bien entendu, on voit qu'on peut, ſans beaucoup perdre de la force des barreaux, faire les pieces d'armure de pluſieurs morceaux, comme de deux, trois, ou un plus grand nombre, pourvu que le contact ſoit bien exact. Examinons maintenant ſi l'on peut faire auſſi les meches de pluſieurs pieces : car juſqu'à préſent nous les avons toujours faites d'un ſeul morceau.

ARTICLE VIII. *Expérience ſur des Barreaux à meche de deux pieces & des endents en dés.*

DANS cette vue, nous fîmes faire des barreaux dont les pieces d'armure (*Figure* 5) étoient aux uns de deux pieces, & aux autres de trois *H I K* ; & la meche étoit de deux pieces *A G*, *D G* : les endents étoient en dés, & la courbure de ces barreaux étoit de 11 lignes. Etant chargés de 200 livres, ils plierent de 12 lignes ; & leur force moyenne ſe trouva de 218 $\frac{1}{2}$ livres.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 593 sur 651

ARTICLE IX. *Observations sur l'Expérience précédente.*

CES barreaux étoient très-foibles, puisque leur force moyenne a été de 155 livres moindre que celle des barreaux représentés par la *Figure* 4; & il ne faut pas en être surpris, parce que nous avions mis l'assemblage des deux pieces de la meche au milieu, préciſément à l'endroit où toutes les meches rompent, & il n'étoit pas naturel de penser que deux endents *G* pourroient autant résister à la tension que les fibres continues. Ces réflexions nous engagerent à faire d'autres barreaux, dont les uns seroient de 5 pieces (*Figure 6*), deux, *B E*, pour l'armure, & trois pour la meche, *A F D*; d'autres de six pieces, trois, *H I K*, pour l'armure, & trois, *A F D*, pour la meche (*Figure* 7); & de ceux-ci les uns étoient à endents obliques (*Figure* 7), & les autres à endents en dés (*Figure* 8).

ARTICLE X. *Expériences sur des Barreaux à meche de trois pieces, & des endents obliques & en dés.*

LES barreaux de cinq pieces (*Figure 6*), qui avoient dix lignes & demie de courbure, étant chargés de 200 livres, ont plié de 9 lignes; & leur force moyenne s'est trouvée de 285 livres. Ces barreaux n'étoient donc pas aussi forts que ceux de 4 pieces (*Figure* 4); il s'en falloit 88 $\frac{1}{2}$ livres : mais ils étoient de 66 $\frac{1}{2}$ livres plus forts que ceux de 5 pieces (*Figure* 5).

Les barreaux de six pieces à endents obliques (*Figure* 7), étant chargés de 200 livres, plierent de 14 lignes; & leur force moyenne se trouva de 252 $\frac{1}{2}$ livres, c'est-à-dire, de 33 $\frac{1}{2}$ livres moins forts que les barreaux de 5 pieces (*Figure 6*).

Des barreaux (*Figure* 8) tout-à-fait pareils aux précédents, armés aussi de six pieces, mais dont les endents étoient en dés, étant chargés de 200 livres, plierent de 11 lignes; &

leur force moyenne se trouva de 280 livres, ou de 27 $\frac{1}{2}$ livres plus forts que ceux de la *Figure* 7.

ARTICLE XI. *Conséquences des Expériences précédentes.*

IL est assez bien prouvé par les Expériences que nous venons de rapporter :

1°, Que les endents en dés sont très-bons, & un peu meilleurs que ceux qui sont obliques : ce qui doit faire penser avantageusement de la façon d'assembler les mâts.

2°, Qu'on affoiblit peu, ou point, les pieces armées en multipliant les pieces d'armure, pourvu que les assemblages soient bien faits, & que les bouts des pieces s'appuient bien les unes contre les autres. Car plus on multiplie les pieces, plus il y a à craindre le refoulement qui résulte de la pression; c'est pourquoi il faut les mettre à force le plus qu'il est possible : alors elles résistent comme le bois de bout, & elles sont capables d'une très-grande résistance.

3°, Il y a plus d'inconvénient à faire de plusieurs morceaux les meches, ou tirants, parce que, dans ce cas, l'effort en dilatation ne s'opere que sur les endents, qui ne peuvent être beaucoup multipliés, comme on le voit par l'inspection des *Figures* 6, 7 & 8 : mais cet assemblage est préférable à celui de la *Figure* 5, qui est le plus mauvais de tous.

Nous avons encore varié les assemblages, comme on le verra par les Expériences que nous allons rapporter.

CHAPITRE

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 595 sur 651

CHAPITRE X.

Continuation des Expériences sur les Barreaux armés de différentes façons.

NOUS avons fait faire des barreaux droits ; ils avoient tous 4 pieds de longueur *P O* (*Figure 9*), 14 lignes de hauteur *N O*, 10 lignes de largeur *M N*.

ARTICLE I. *Expérience sur des Barreaux droits, de trois pieces avec des endents obliques.*

NOUS fîmes faire deux barreaux armés à l'ordinaire de trois morceaux (*Figure 9*), la meche ou tirant *Q N*, d'une seule piece, l'armure de deux morceaux *P* & *O*, les endents obliques, assemblés droits & sans courbure : étant chargés de 200 livres, ils plierent de 31 $\frac{1}{2}$ lignes ; & leur force moyenne se trouva de 240 livres.

ARTICLE II. *Expérience sur des Barreaux droits, de deux pieces avec des endents en dés.*

AYANT reconnu, par les Expériences que nous venons de rapporter, quelle étoit la force des barreaux de trois morceaux assemblés à l'ordinaire, & des dimensions que nous avons marquées, nous fîmes faire des barreaux de mêmes dimensions, formés de deux pieces qui avoient toute la longueur des barreaux (*Figure 10*) : ces deux pieces placées à côté l'une de l'autre, savoir *P O* & *Q M*, étoient assemblées dans le sens vertical avec des endents en dés, comme le font les mâts : étant chargés de 200 livres, ils plierent de 31 $\frac{1}{2}$ lignes ; & leur force moyenne se trouva de 212 $\frac{1}{2}$ livres, étant

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 596 sur 651

de 28 livres moindre que celle du barreau de l'Article précédent. On appercevra que cela doit être, si l'on fait attention au sens dans lequel ce barreau a été chargé, parce que, à la partie inférieure où les fibres sont en dilatation, il n'y avoit, à cause des endents, que la moitié de la somme des fibres qui résistassent à la tension : cela s'apperçoit à la seule inspection de la figure.

ARTICLE III. *Expérience sur des Barreaux droits, dont les meches étoient de quatre pieces.*

NOUS fîmes encore faire des barreaux armés dont les meches ou tirants *CFDE*, (*Figure* 11) étoient formés de quatre pieces, savoir, deux pieces, *CE* & *IH*, assemblées de plat l'une contre l'autre, avec des endents en dés coupés verticalement comme le représente la *Figure* 10 : & ces deux pieces, *CE* & *IH*, étoient chacune formées de deux pieces *DE* & *IK*, (*Figure* 11 *&* 12), qui avoient chacune un tiers de la longueur de la piece *CE*.

Ces barreaux étant chargés de 200 livres, plierent de 31 lignes ; & leur force moyenne se trouva à peu près de 205 livres. Je dis, à peu près, parce qu'un de ces barreaux s'étant jetté sur le côté, perdit un peu de sa force. Quoi qu'il en soit, ils étoient de 35 livres moins forts que les barreaux armés à l'ordinaire; ce qui peut venir en partie de la raison que nous avons rapportée dans l'Article précédent, & en partie de ce qu'en multipliant les assemblages, il se rencontre nécessairement des défauts qui affoiblissent les barreaux. Mais je suis persuadé que ces défauts seroient moins sensibles si l'on éprouvoit la force de plus gros barreaux ; & il y a lieu d'être étonné que ces barreaux, formés d'un aussi grand nombre de différentes pieces, se soient trouvés aussi forts. Sans les réflexions que nous avons mises à la fin de l'Article II, on pourroit être étonné de voir que les barreaux (*Figure* 10) qui n'étoient formés que de deux morceaux dont les endents étoient en

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 597 sur 651

dés assemblés verticalement, n'aient pas été les plus forts.

ARTICLE IV. *Expérience sur des Barreaux courbes, dont la meche étoit d'une piece.*

Je fis faire deux barreaux (*Figure* 13) dont la meche étoit d'une piece, & les armures de deux; la courbure *B D* étoit de 8 lignes, & les endents étoient obliques suivant l'usage ordinaire.

Etant chargés de 100 livres, ils plierent de 10 $\frac{1}{4}$ lignes; leur force moyenne se trouva de 149 livres 12 onces.

Ayant répété cette épreuve sur trois barreaux de pareilles dimensions, leur force moyenne se trouva de 148 livres 8 onc.

ARTICLE V. *Expérience sur des Barreaux courbes, dont la meche étoit de trois pieces.*

NOUS fîmes faire deux autres barreaux de mêmes dimensions; mais la meche *A C* (*Figure* 14) étoit de trois pieces; étant chargés de 100 livres, ils plierent de 6 lignes; & ils rompirent, étant chargés de 127 livres 13 onces: ainsi ils étoient de 21 livres 15 onces plus foibles que les précédents.

Ayant répété cette Expérience sur trois autres barreaux de mêmes dimensions, & dont les meches étoient aussi de trois pieces; leur force moyenne se trouva de 140 livres; & si l'on compare la force des 6 barreaux qui ont servi à répéter l'Expérience, on appercevra que la différence en force n'est que d'un vingtieme.

Je soupçonnai que je les rendrois plus forts si je pouvois augmenter les empatures *E E*, (*Figure* 14).

ARTICLE VI. *Expérience sur des Barreaux à fortes empatures.*

DANS cette vue nous fîmes faire deux autres barreaux

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 598 sur 651

(*Figure* 15) qui étoient courbes par deſſus, *E F e*, & droits par deſſous *A C B* : la meche, ou la piece de deſſous, étoit de trois pieces *A*, *C*, *B* ; & par cette diſpoſition, nous étions en état de multiplier les endents, & de les faire dans les pieces *A* & *B*. A un de ces barreaux, les armures étoient de trois morceaux *E*, *F*, *e* ; & à un autre, cette armure n'étoit que de deux pieces *E F*, *F e*, ce qui, comme on l'a vu, eſt aſſez indifférent.

Ces barreaux de 5 & 6 pieces étant chargés de 100 livres, plierent de 6 $\frac{1}{2}$ lignes ; & leur force moyenne ſe trouva de 129 livres 6 onces. Ces barreaux n'étoient donc que d'une livre 9 onces plus forts que ceux de l'Article précédent.

ARTICLE VII. *Remarques ſur les Expériences précédentes.*

TOUTES ces pieces ayant été déchargées lorſqu'elles avoient été chargées de 75 livres, les pieces de l'Article I n'avoient rien perdu de leur courbure, quoiqu'elles euſſent plié ſous ce poids de plus de 9 lignes ; & ayant enſuite été rechargées, elles rompirent tout d'un coup ſous le poids marqué ci-deſſus.

Les pieces de l'Article II ayant été pareillement déchargées du poids de 75 livres, avoient perdu près d'une demi-ligne de leur courbure, & la piece rompit dans le milieu, le reſte n'ayant ſouffert aucun dommage.

Enfin les pieces de l'Article III plierent beaucoup avant de rompre.

Il eſt bon de remarquer, à l'occaſion de ces Expériences, qui ont été faites avec beaucoup de préciſion, tant pour l'égalité du bois que pour l'exactitude des aſſemblages, ſur-tout celles qui ſont marquées comme répétition dans les Articles IV & V, que les baux des vaiſſeaux & les poutres des bâtiments étant deſtinés preſque aux mêmes uſages ; ſavoir, les baux pour ſupporter le poids énorme de l'artillerie qui eſt ſur les ponts, & les poutres pour ſoutenir des planchers ſouvent très-étendus, chargés t aô t de cloiſons, tantôt de marchandiſes pe-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 599 sur 651

ſantes, comme le bled, ou de beaucoup de monde. Mais dans tous ces cas, la charge ne devant être jamais aſſez conſidérable pour les faire rompre, on pourroit, ſans aucun riſque, lorſqu'on manque de bois longs, faire des poutres armées de pluſieurs pieces aſſemblées les unes avec les autres, puiſqu'on voit dans les Articles IV & V que les barreaux armés à l'ordinaire, avec les tirants d'une ſeule piece, ont plié davantage ſous la charge que ceux dont le tirant étoit de trois pieces, & que ceux-ci n'ont, du côté de la force, qu'environ un vingtieme de moins; ce *deficit*, probablement, ne ſe trouveroit pas ſi l'on faiſoit les armures avec des bois moins compreſſibles.

Dans l'expoſé que nous avons fait de nos dernieres Expériences, je me ſuis borné, pour abréger, à ne rapporter que la force moyenne de deux, de trois, ou d'un plus grand nombre de barreaux; & comme nous y avons compris les forts & les foibles, il en a réſulté un tableau vrai, qui met en état de connoître l'uſage qu'on peut faire des pieces de conſtruction & de charpente différemment armées. Cependant il nous a paru convenable de mettre en comparaiſon la force & l'élaſticité de deux barreaux choiſis les plus forts, chacun dans leur eſpece, mais pris l'un & l'autre dans une même ſuite d'Expérience.

Le barreau que je nommerai *A*, avoit le tirant, d'une ſeule piece, & il a rompu ſous le poids de 245 livres.

Le barreau que je nommerai *B*, qui avoit le tirant ou la meche de quatre pieces, a rompu ſous le poids de 220 liv.

Ces barreaux étoient aſſemblés avec des endents en dés, ou coupés verticalement: au barreau *B*, les allonges de la meche empatés avoient chacun un quart de la longueur du barreau. Au reſte les barreaux *A* & les barreaux *B* étoient préciſément de même longueur, de même largeur, de même épaiſſeur, & de même qualité de bois, de ſorte qu'ils ne différoient l'un de l'autre que par le tirant, qui à l'un *A*, étoit d'une piece, & à l'autre *B* étoit de quatre.

En comparant la force de ces deux barreaux, on voit que le barreau *B* eſt à 25 livres près auſſi fort que le barreau *A*, & cette différence répond à peu près à un dixieme; ce qui n'eſt pas fort conſidérable.

En comparant enſuite l'élaſticité de ces deux barreaux, on a trouvé que le barreau *A* a plié de 3 ½ lignes, étant chargé de 25 livres; & de 6 ½ lignes, étant chargé de 50 livres.

Le barreau *B* a plié de 4 lignes ſous le même poids de 25 livres, & il a fallu 50 livres de poids pour le faire plier de 7 lignes.

La roideur du barreau *B* eſt donc à peu près pareille à celle du barreau *A*.

Si nous les conſidérons chargés de 100 livres, le barreau *A* a plié de 12 ½ lignes, & le barreau *B* de 14 lignes. Le barreau *B* chargé de ce grand poids ne différoit point conſidérablement du barreau *A*, & il n'y avoit aucune déſunion apparente dans les aſſemblages.

En ſuivant cette comparaiſon juſqu'à la rupture de l'un & l'autre barreau, on voit que le barreau *A* a plié de 37 lignes, & a rompu étant chargé de 245 livres; que le barreau *B* n'a plié que de 33 lignes, étant chargé de 212 livres, & qu'il a plié de 35 lignes, étant chargé de 220 livres, poids qui l'a fait rompre.

Le barreau *B*, ainſi que ſes ſemblables, a rompu au milieu de la meche comme le barreau *A*, ſans que les empatures des extrémités aient paru dérangées; elles ſont même toujours reſtées unies : ce qui peut fournir une grande reſſource quand on manque de bois longs, & qu'on ſe trouve dans le cas d'avoir beſoin de grandes pieces, puiſqu'il eſt prouvé que par des aſſemblages bien faits, on peut faire des poutres & des baux qui, à un dixieme près, ſeroient auſſi forts que ceux d'une ſeule piece : & je ferai remarquer que ſi je mets en comparaiſon deux barreaux qui ſe ſont trouvés les plus forts, je les ai pris dans une même ſuite d'Expériences, ſans chercher dans les autres ſuites des faits qui auroient été plus avantageux aux barreaux armés.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 601 sur 651

CHAPITRE XI.

Conſéquences & applications utiles des connoiſſances qu'on a acquiſes ſur la Force des Bois.

ON pourroit nous reprocher 1°, d'avoir fait toutes nos Expériences ſur des barreaux, & de ne les avoir pas étendues à des chevrons, ou des ſoliveaux; 2°, de n'avoir pas établi une théorie fondée ſur le grand nombre d'Expériences que nous avons faites.

Pour ce qui regarde ce dernier reproche, il eſt vrai que je me ſuis borné à la ſimple expoſition des faits, & à jetter les fondements d'une théorie qui pourra être utile. Ce ſont des données dont je pourrai faire uſage dans la ſuite, ſi d'autres travaux me permettent d'achever l'édifice que j'ai commencé: ſi, au contraire, d'autres occupations ne me permettent pas de me livrer à ce travail, du moins quelques Théoriciens pourront travailler à mettre en œuvre des matériaux que je n'ai amaſſés qu'avec beaucoup de peine. D'ailleurs, comme la multiplicité des faits donne lieu de faire un grand nombre de combinaiſons, j'ai cru devoir éviter de traiter un objet qui auroit beaucoup augmenté ce volume, dont l'étendue excede déja les bornes que je m'étois propoſées. Quoique j'aie eſſayé de le reſtreindre le plus qu'il m'a été poſſible; cependant je n'ai pas négligé de faire appercevoir d'une façon générale les applications utiles qu'on peut faire des réſultats de nos Expériences.

A l'égard de l'autre reproche qu'on pourroit nous faire ſur ce que nous nous ſommes bornés à faire rompre des barreaux, nous avons déja eu occaſion, dans le cours de cet Ouvrage, de faire remarquer que ſi, en faiſant des Expériences en grand, on apperçoit des différences plus ſenſibles, cet avantage eſt compenſé

par l'exactitude & la préciſion qu'on peut mettre en exécutant des Expériences en petit; ce qui n'eſt point praticable pour des Expériences en grand. Il faut, pour faire une juſte comparaiſon entre des bois de différents échantillons, que les pieces dont on veut comparer la force, ſoient de même âge, priſes dans un même terrein, à une même expoſition, abattues dans le même temps, parvenues à un égal degré de ſéchereſſe, ayant un même nombre de couches annuelles, qu'on place toujours dans un même ſens quand on veut faire rompre les pieces. Or toutes ces choſes ne peuvent s'obſerver dans différents arbres, qui, comme nous l'avons prouvé ailleurs, ſont ſouvent de qualités fort différentes, quoiqu'abattus les uns à côté des autres dans une même vente; au lieu que nous avons rempli toutes ces conditions, en mettant en comparaiſon des barreaux pris dans un même arbre, à une pareille diſtance du centre, & avec toutes les précautions que nous avons rapportées au commencement de ce Livre. Quand on doit faire rompre de groſſes pieces, il faut remuer des poids très-conſidérables; & quelques précautions que l'on prenne, il en réſulte néceſſairement des ſecouſſes qui influent ſur l'exactitude de l'Expérience; au lieu que par l'écoulement de notre grenaille de plomb qui tomboit comme d'un ſablier, la charge augmentoit inſenſiblement & ſans aucune ſecouſſe, dans des temps égaux. En un mot, les Expériences en petit m'ont mis à portée d'opérer avec des préciſions qui ſont impraticables pour les Expériences en grand; & je crois que l'on conviendra que nous n'avons rien négligé pour donner à nos Expériences la plus grande exactitude.

Malgré cela, il ne ſera peut-être pas poſſible d'établir, d'après nos Expériences, une théorie rigoureuſement exacte ſur la force des bois de toutes ſortes de groſſeur, & de dreſſer des tables qui aient une préciſion mathématique : cependant cela n'empêchera pas qu'elles ne ſoient utiles pour la pratique : je le prouve.

Quoique les Expériences des Phyſiciens qui ſe ſont appliqués avant nous à établir la force des bois, n'ayent aſſurément

ment pas été faites avec la même préciſion que les nôtres, & qu'il en ait réſulté des théories vicieuſes, elles n'ont cependant pas été inutiles. On peut convenir qu'elles n'ont fourni que des à peu près, ſi l'on veut même, fort éloignés du vrai; mais il vaut mieux être conduit par des regles d'approximation plus ou moins éloignées, que de s'abandonner tout à fait au hazard. Quand on a des obſervations directes, on fait bien d'en profiter: par exemple, un Conſtructeur qui ſait, par des épreuves ſouvent répétées, qu'un bau de tel équarriſſage & de tant de longueur, peut porter l'artillerie dont il ſera chargé, ce Conſtructeur fera bien de partir de là pour fixer la groſſeur des baux du vaiſſeau qu'il conſtruit. Mais quand de pareilles obſervations lui manqueront, il pourra avoir recours à des théories, choiſiſſant celles qui pourront lui fournir une plus grande approximation; & il courra d'autant moins de riſque d'éprouver quelqu'accident fâcheux, que nous avons prouvé qu'afin qu'une piece de bois réſiſte long-temps au poids dont elle eſt continuellement chargée, il ne faut lui donner à ſupporter que la moitié, ou au plus les deux tiers du poids qui la fait rompre.

La rareté des bois nous mettant ſouvent dans la néceſſité d'employer des bois courts pour faire de longues pieces, qu'il eſt très-difficile, ou même impoſſible de trouver, nous nous ſommes beaucoup appliqués à faire connoître comment on pouvoit faire des poutres & des baux de pluſieurs pieces, & quelle eſt leur force par comparaiſon aux baux ou aux poutres d'un ſeul morceau.

Dans toutes ces Expériences, nous avons toujours eu ſoin de nous renfermer dans un même équarriſſage pour les bois armés, ou non armés, que nous mettions en comparaiſon: car ſi nous nous étions permis d'augmenter l'épaiſſeur de nos barreaux armés, nous les aurions rendu infiniment plus forts: ce qui deviendra ſenſible par des exemples que nous rapporterons.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 604 sur 651

ARTICLE I. *Moyens de fortifier les pieces de Charpente par des Décharges.*

QUAND les Charpentiers mettent en place une poutre *A B* (*Pl. XXVII*, *fig.* 1) qui a beaucoup de portée, ils la fortifient quelquefois par ce qu'ils nomment *une Décharge*. Ce ſont deux fortes membrures *C*, *D*, dont les bouts *E*, *F*, ſont reçus dans des entailles faites à la poutre pour que ces membrures ne puiſſent reculer; elles arcboutent l'une contre l'autre en *G*, & elles ſont liées à la poutre par un boulon de fer *G H*, qui la traverſe. Il eſt ſenſible que ces décharges, qui font l'effet de bois debout, s'appuient d'autant plus l'une contre l'autre, que la poutre eſt plus ſollicitée par la charge à plier. Ces décharges ſont très-bonnes quand elles ſont dans un galetas où il n'y a point d'inconvénient qu'elles ſoient apparentes; mais ſi elles ſont dans des appartements, comme on eſt obligé de charger les planchers de 7 à 8 pouces pour qu'elles ne paroiſſent pas, elles ſont, à cauſe de cette énorme charge, peu avantageuſes.

Quelquefois on lie les poutres par des étriers & tirants de fer aux arbalêtriers de la charpente, ce qui les fortifie beaucoup.

Pour faire au-deſſus d'un bûcher, un plancher qui devoit être chargé d'un très-grand poids, nous mîmes à l'ordinaire les poutres *A*, *B*, (*Figure* 2) qui n'étoient pas très-fortes; mais à 1 pied ou 18 pouces au-deſſous, nous en mîmes une plus foible, parce qu'elle ne devoit faire que l'office d'un tirant: nous ajoutâmes les fortes membrures *C*, *D*, qui étoient reçues en *E* & en *F* dans des entailles, & qui arcboutoient en *G* & en *H*, contre la ſemelle *G H*. On voit que les décharges *C*, *D*, qui ſoutiennent la poutre font leur effort en bois debout, ce qui rend ces planchers preſqu'auſſi forts que des voûtes. Auſſi quoique ce plancher conſtruit de cette façon, ait été chargé d'un très-grand poids, il n'a point du tout fléchi.

L'écrou eſt la piece des preſſoirs à étau qui ſouffre le plus:

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 605 sur 651

on la fait ordinairement avec une groſſe piece d'Orme, qui a 11 pieds de longueur *A B* (*Figure 3*), 22 pouces d'épaiſſeur *B C*, & au plus 24 pouces de largeur *C D*. Elle a à chaque bout *E*, *E*, une entaille qui a 14 pouces de profondeur pour embraſſer le collet des jumelles; & au milieu en *F*, un trou d'un pied de diametre, dans lequel ſont formés les pas de l'écrou. Ainſi au milieu *F*, il ne reſte au plus que 6 pouces d'épaiſſeur de bois, ſur quoi il faut rabattre les défournis & flaches qui ſont toujours aux angles, ainſi que l'aubier qui en peu de temps tombe en pourriture.

Pour fortifier les écrous, qui ſont des pieces cheres, & qui rompent fréquemment, on met ordinairement deſſus deux pieces courbes qu'on nomme *Solles torſes*, *G*, *G* (*Figure 4*). Ces pieces ſont naturellement courbes, & on les poſe de plat ſur la partie de l'écrou qui excede le trou: elles ſont jointes à la tête des jumelles comme l'écrou. On les lie l'une à l'autre par deux bandes de fer *H*, *H*, & elles ont 7 à 8 pouces d'équarriſſage. Leur courbure fait que la vis paſſe entre-deux: mais comme elles ſont poſées de plat ſur l'écrou, elles ne le fortifient pas beaucoup. Car il eſt ſenſible que quand l'écrou plie au milieu, les ſolles torſes, à cauſe de leur courbure, font effort pour tourner ſur les points *G* comme ſur leur axe: elles fortifient donc peu l'écrou, & elles fatiguent beaucoup la tête des jumelles. Comme malgré ces ſolles torſes, il nous arrivoit fréquemment que nos écrous rompoient, nous avons imaginé de les fortifier par des pieces droites & des décharges, comme on le voit (*Figure 5*); & depuis ce temps il ne nous a pas rompu un ſeul écrou. Nous poſons ſur l'écrou, aux deux côtés de la vis *I* (*Figure 4*) deux pieces de bois droites *K*, *K*, de 6 ou 8 pouces d'équarriſſage, & au-deſſus une pareille piece *L L*, qui eſt éloignée de la piece *K K* de 10 à 12 pouces. Entre ces deux pieces paralleles, nous mettons les deux *Guettes M*, *M*, qui ont 5 pouces d'équarriſſage; elles ſont reçues par leur bout d'en haut dans des entailles faites en *N N* à la piece *L L*, & par l'autre bout dans des entailles *O O* faites à la piece *K K*. Ces guettes réſiſtent ſuivant leur longueur:

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 606 sur 651

tout l'effort ſe fait ſur les entailles *N N*, & la tête *S S* des jumelles n'eſt point fatiguée. On conçoit que quand on met en *P* des coins pour que le milieu de la piece *K K* appuie exactement ſur l'écrou, il eſt prodigieuſement fortifié; de ſorte que, comme je l'ai déja dit, aucun de nos écrous n'a rompu depuis que nous avons fait uſage de ces décharges. On voit en *Q Q* des mortaiſes pour recevoir des paumelles qui lient enſemble la décharge du devant du preſſoir, qui eſt repréſentée dans la *Figure* 5, avec celle de derriere qu'on n'a point figurée. *R* eſt le corps des jumelles, qui a 15 pouces d'équarriſſage, & *S S* eſt la tête de ces mêmes jumelles.

On fait un fréquent uſage des décharges dans les charpentes; & les trois exemples que nous venons de donner, ſuffiſent pour faire concevoir qu'on peut en retirer de grands avantages, qui dépendent des mêmes principes que nous avons établis en parlant des poutres armées.

Nous revenons aux armures pour faire appercevoir le grand avantage qui peut en réſulter lorſqu'on ſait les employer avec intelligence.

ARTICLE II. *Moyens de fortifier les Mâts.*

NOUS avons déja fait obſerver que l'aſſemblage des mâts de pluſieurs pieces eſt comparable à celui des barreaux armés, les jumelles étant aſſemblées très-artiſtement avec la meche par des endents en dés.

Nous avons prouvé que dans une piece que l'on charge, une partie des fibres eſt en dilatation & une autre en condenſation; & qu'il ne faut point perdre de vue ce principe pour faire de bonnes pieces d'aſſemblage. Dans nos barreaux, nous avons toujours eu grande attention que les endents des armures fuſſent diſpoſés de façon qu'ils puſſent réſiſter à la compreſſion; & ceux de la meche, ou du tirant, de maniere qu'ils fuſſent en état de réſiſter à la tenſion: c'eſt ſur ce ſeul principe que roule toute la théorie des pieces armées, ou faites de pluſieurs pieces d'aſſemblage.

On voit que les Charrons, pour donner de la force aux brancards des Berlines, qui ſont preſque toujours de bois tranché, font mettre deſſus & deſſous des bandes de fer plat liées l'une à l'autre par des boulons rivés ou à vis, qui traverſent le brancard. Une de ces bandes réſiſte à la compreſſion pendant que l'autre réſiſte à la tenſion : d'où il réſulte que les brancards ſont capables d'une grande réſiſtance.

Le ſieur Barbé, Maître Mâteur de Breſt, qui s'eſt diſtingué dans ſon état, propoſa, vers l'année 1748, un moyen de rendre les mâts capables d'une plus grande réſiſtance : ce moyen nous a paru fondé ſur de bons principes; & comme on n'y a pas porté aſſez d'attention, nous allons eſſayer de rendre les idées de l'Auteur le plus clairement qu'il nous ſera poſſible.

Un des plus fâcheux accidents qui puiſſent arriver à un vaiſſeau, eſt d'être démâté : ſi c'eſt dans un combat, il eſt forcé de ſe rendre; ſi c'eſt pendant une tempête, il court riſque de ſe perdre, ſur-tout s'il n'eſt pas fort éloigné des côtes; & dans l'un & l'autre cas, il perd preſque toujours beaucoup de monde.

Les démâtements ſont occaſionnés ou par les boulets de l'ennemi qui coupent les mâts, ou par les violents mouvements de tangage, ſur-tout lorſque précédemment un vaiſſeau a perdu une partie des manœuvres qui l'aſſujettiſſent, comme Aubans, Galaubans, Etais, &c.

Le ſieur Barbé propoſa un ſupplément de liaiſons dans les mâts d'aſſemblage, qui ſans augmenter leur groſſeur, & ſans les rendre beaucoup plus peſants, les rendroit capables d'une plus grande réſiſtance, ſoit dans le cas d'une groſſe mer, ſoit dans celui d'un combat.

Tous les mâts d'aſſemblage ſont compoſés de jumelles qui s'aſſemblent ſur une meche, ou les unes avec les autres, par des endents qui ont au moins 3 ou 4 pouces de largeur, & un pouce & demi de profondeur. Il s'agit, ſuivant le ſieur Barbé, d'encaſtrer entre chaque rang d'endents, à la partie où les mâts ſont les plus ſujets à rompre, des bandes de fer de 15,

20 ou 30 pieds de longueur ſur 3 pouces de largeur, & 3 à 4 lignes d'épaiſſeur, ainſi qu'on le voit (*Figure 6*).

Le ſieur Barbé inſiſte ſur l'obſtacle que ces bandes de fer feroient aux boulets pour traverſer les mâts; & après ce que nous avons dit ſur les fibres qui ſont en condenſation & en dilatation, on conçoit que ces mâts doivent être beaucoup plus forts que les autres.

Un grand mât de 104 pieds de longueur & de 33 pouces de diametre, eſt eſtimé peſer 24682 livres; & l'addition de 12 bandes de fer de 30 pieds de longueur chacune ſur 3 pouces de largeur & 3 lignes d'épaiſſeur, n'augmentera ce poids que de 1380 livres, qui ne feroient pas un objet conſidérable. J'aurois deſiré qu'on eût éprouvé cette idée ſur quelque mât de beaupré, celui-ci étant la clef de tous les mâts, & rompant plus fréquemment que les autres.

Je vais terminer ce Livre par l'expoſition d'une application des plus heureuſe & de plus utile qui ait été faite des armures, ou des aſſemblages, au moyen des endents.

ARTICLE III. *Moyens de conſerver aux Galeres leur Tonture par des Armures.*

LES œuvres mortes des vaiſſeaux relevent à l'avant & à l'arriere, & les Galeres ſont encore plus gondolées; c'eſt pourquoi nous nous attacherons à parler principalement de ces bâtiments pour examiner ce qui leur fait perdre leur tonture, & ce qu'on pourroit faire pour la leur conſerver; car ce relévement de l'avant & de l'arriere, ce gondolement s'appelle *la Tonture d'une Galere.*

Quand un bâtiment de mer, ſoit Vaiſſeau, ſoit Galere, a baiſſé de l'avant & de l'arriere, quand il a perdu ſon gondolement ou ſa tonture, on dit qu'il eſt *arqué*, ou qu'il a *chûté.* Alors la quille des Vaiſſeaux, qui étoit ſur le chantier une ligne droite *A B* (*Figure 7*), devient concave comme *C D;* & la quille des Galeres, qui étoit convexe comme *A B* (*Figure 8*), devient concave comme *C D.*

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 609 sur 651

La tonture qu'on donne aux œuvres mortes des Vaiſſeaux ne les empêche pas de s'arquer ; elle fait ſeulement qu'ils paroiſſent moins arqués qu'ils ne le ſont effectivement. Il n'en eſt pas de même de la courbure qu'on donne à la quille des Galeres ; nous penſons qu'en employant les moyens que nous propoſerons d'après M. Garavaque, cette courbure peut empêcher que les Galeres ne s'arquent.

On ſait que les Galeres ne périſſent pas tant par la deſtruction de leur bois, que parce qu'elles perdent leur tonture, ou le gondolement qu'on leur avoit donné en les conſtruiſant. Il eſt certain que les Conſtructeurs portent trop loin ce gondolement pour les œuvres mortes, puiſqu'une Galere neuve, qui a toute ſa tonture, eſt moins bonne pour la vogue, qu'une Galere qui a perdu une partie de ſon gondolement. Il faut que les rames des extrémités aillent chercher l'eau trop bas lorſque les Galeres ſont neuves, & qu'elles ont tout leur gondolement. Les Conſtructeurs ne l'ignorent pas ; mais comme ils ſavent que leurs Galeres chûteront infailliblement, ils croient devoir relever plus qu'il ne faut l'avant & l'arriere. Si par les moyens que nous propoſerons, on prévient que les Galeres n'arquent, on pourra ſe diſpenſer de porter le gondolement à l'excès. Au reſte ceci ne regarde que les œuvres mortes ; & il eſt d'expérience qu'un bâtiment dont la quille a la forme de *C D* (*Figure* 8), navigue mal, & ſous voile, & à la rame ; la forme de toutes les lignes d'eau étant changée, & la courbure faiſant au milieu de la Galere un remoux qui rallentit ſa marche. Enfin il en réſulte tant d'inconvénients, que la plupart des Galeres ſont condamnées pour ce ſeul défaut, quoique leurs bois ſoient encore très-ſains.

Les Conſtructeurs, perſuadés de ce que nous venons d'avancer, ont cherché les moyens de conſerver aux Galeres qu'ils conſtruiſoient leur tonture ; mais pour cela il faut connoître la cauſe du mal : nous allons l'expoſer le plus ſuccinctement qu'il nous ſera poſſible.

Les cauſes qui font arquer les Galeres ſont 1°, la forme même des Galeres ; 2°, la maniere dont elles ſont amarrées

dans le Port ; 3°, l'arrimage ou la diſtribution de la charge dans la Galere ; 4°, la qualité des bois qu'on emploie pour les conſtruire ; 5°, le défaut dans les liaiſons & l'aſſemblage des pieces qui les compoſent. Ce ſont là autant de cauſes qui concourent pour faire arquer les Galeres.

Je commence par ce qui regarde la figure généralement obſervée pour les Galeres : ce ſont des bâtiments extrêmement longs : ils ont leur plus grande largeur vers le milieu ; leurs extrémités ſont très-pincées & fort relevées.

Le déplacement d'eau, & par conſéquent la pouſſée verticale de ce fluide, eſt donc très-inégalement diſtribuée dans toute la longueur des Galeres. Il n'y auroit pas grand mal à cela, ſi le poids de la coque & la charge étoient tellement diſtribués que les poids fuſſent dans chaque point de la longueur de la Galere, proportionnels au déplacement d'eau ; qu'il y eût peu de poids où il y auroit peu de déplacement d'eau, & plus de poids où le déplacement d'eau ſeroit conſidérable ; mais c'eſt tout le contraire. L'artillerie, le corps-de-garde, les ſoldats qui s'y raſſemblent, l'éperon, les ancres, les cables ; tout cela forme un poids conſidérable ſur l'avant qui déplace peu d'eau. L'arriere, qui eſt auſſi très-pincé, eſt chargé de la chambre de poupe, du gaveon, du timon, d'une quantité de menuiſerie & de ſculpture, tant pour l'ornement de la poupe, que pour placer les timoniers, d'une bonne partie de la compagne, des meubles des Officiers, des timoniers, &c. On voit, par cet expoſé, que la proue & la poupe ſont proportionellement beaucoup plus chargées que le milieu, qui ſeroit cependant plus en état qu'aucun autre endroit de ſupporter de grands fardeaux.

Il faut donc concevoir qu'il y a à l'avant & à l'arriere, des puiſſances toujours agiſſantes en ces endroits pour les faire baiſſer, tandis qu'au milieu la pouſſée verticale de l'eau fait continuellement effort pour ſoulever cette partie. Cette ſeule conſidération fait appercevoir que les Galeres doivent s'arquer tôt ou tard. On a tenté de rendre les Galeres moins ſujettes à s'arquer en baiſſant un peu les façons de l'avant & de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 611 sur 651

de l'arriere, & en renflant ces parties d'une petite quantité; mais on a prétendu que par ces changements, les Galeres qui devenoient plus propres à porter la voile, étoient plus lourdes à la rame. Y avoit-il en cela de la prévention? c'eſt ſur quoi je n'oſe prononcer. Mais par les cauſes que je viens d'expoſer, les Galeres doivent arquer dans un baſſin d'eau dormante, & elles ſouffrent infiniment plus quand elles ſont agitées par la lame.

Voici une autre circonſtance qui doit les faire arquer encore bien plus promptement dans le Port. Il eſt vrai que quand les Galeres ſont déſarmées, elles ſont déchargées d'une partie des poids de l'avant & de l'arriere, comme les canons, les ancres, les cables, &c. mais ces parties reſtent néceſſairement chargées de poids dont on ne peut les ſoulager. A quoi il faut ajouter qu'elles ſont amarrées dans le Port, ſavoir, par l'arriere à deux organeaux *c*, *d* (*Figure 9*), qui ſont ſellés ſur le quai pluſieurs pieds au-deſſous de l'endroit d'où ſortent les cables d'amarrage; & les amarres de l'avant tiennent à des ancres *a*, *b*, qui ſont beaucoup plus baſſes que les organeaux. Ainſi les quatre points d'amarrage, *a*, *b*, *c*, *d*, tirent en bas les deux extrémités de la Galere, & la forcent de s'arquer; ces efforts augmentent beaucoup quand l'eau eſt agitée, & encore plus quand elle s'éleve dans le Port; car quoiqu'il n'y ait point de marée dans la Méditerranée, les vents du large font ſouvent élever la mer dans le Port de Marſeille. En voici quelques exemples aſſez remarquables.

Le 12 Mai 1718, à neuf heures du matin, par un beau temps calme, les eaux ſortirent du nouvel Arcenal avec autant de rapidité que le courant de la Seine, & dans l'eſpace de trois quarts-d'heure elles baiſſerent de 21 pouces; elles reſterent à ce point juſqu'à une heure & demie: à 5 heures du ſoir, elles rentrerent preſque avec la même vîteſſe, & elles s'éleverent de 29 pouces dans l'eſpace de 2 heures.

Le 4 Octobre 1719, à 2 heures après midi, les eaux s'éleverent en 40 minutes de 14 pouces au-deſſus de leur hauteur ordinaire: à cinq heures elles commencerent à ſe retirer lentement,

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 612 sur 651

& le lendemain à 7 heures du matin, elles avoient diminué de 23 pouces.

Tout cela n'égale pas le phénomene de Marſeille, arrivé le 29 Juin 1725, que M. Gerbié, Profeſſeur d'Hydrographie à Marſeille, rapporte dans une Diſſertation inſérée dans les Mémoires de Littérature & d'Hiſtoire, *Tome II, page 56.*

Ces eſpeces de fauſſes marées qui paroiſſent occaſionnées par les différents vents du large, qui tiennent la mer plus ou moins haute ſur les côtes ſeptentrionales du golfe de Lion où ſe trouve Marſeille, arrivent aſſez ſouvent, & quelquefois pluſieurs jours de ſuite. Dans ces circonſtances, les Galeres s'élevent avec tant de force qu'on a vu rompre les cordages & les ancres d'amarrage; & l'on conçoit que ces accidents qui ſe répetent ſouvent, ſont capables de précipiter la chûte des Galeres. Poury remédier, on a ordonné aux Cômes de faire larguer les amarres quand la mer s'éleve : mais cela ne s'exécute pas avec aſſez d'attention. On a propoſé de ſoutenir les cables par des chevalets formés par des pilotis; mais ce moyen a paru trop embarraſſant. L'expédient le plus efficace qu'on ait employé, a été de charger de leſt le milieu des Galeres.

Il eſt évident que dans l'arrimage, on doit avoir une ſinguliere attention à mettre les plus grands poids à la partie de la Galere qui déplace le plus d'eau : c'eſt dans cette vue qu'on a pluſieurs fois propoſé de mettre le paillot à la place de la compagne, & la compagne à la place du paillot. L'aſſujettiſſement qu'on ſe fait à ſuivre les anciens uſages, a toujours fait un obſtacle à ce changement qui nous paroît très-raiſonnable.

Il n'eſt pas douteux que pour qu'une Galere conſerve ſa tonture, il faut que les Conſtructeurs donnent toute leur attention à ce que les empatures, les aſſemblages, les endentures & les joints ſoient ſi bien faits, que toutes les parties, exactement liées les unes avec les autres, ne faſſent qu'un même corps. Dans le temps que j'étois à Marſeille, on ne pouvoit leur rien reprocher ſur ce point. Les uns, comme je l'ai dit, ont tenté d'allonger un peu la quille, & de diminuer le porte-à-faux de l'éperon; d'autres ont tenté d'augmenter

un peu la force des membres : mais on n'a pas remarqué que ces changements qu'on ne pouvoit pas porter fort loin, aient beaucoup diminué la chûte des Galeres.

Il eſt d'expérience que les Menuiſeries qui ſont faites avec du bois verd, ſe démentent : les bois ſe tourmentent ; les joints s'ouvrent. La même choſe arriveroit aux Galeres qui doivent être travaillées avec beaucoup de préciſion. Lorſque j'étois à Marſeille, M. d'Héricourt, Intendant des Galeres, avoit en Magaſin des bois de différentes qualités, auxquels on donnoit le temps de ſe ſécher en les tenant ſous des hangars plus ou moins aérés ; & rarement on étoit dans le cas de mettre en place des pieces nouvellement abattues. Si les bois étoient tourmentés, on pouvoit leur donner la tonture qu'ils devoient avoir. Certainement toutes ces attentions prolongeoient la durée des Galeres; cependant elles chûtoient encore aſſez promptement.

Enfin, feu M. Garavaque, Ingénieur de la Marine, qui avoit travaillé avec moi ſur l'effet des pieces armées, imagina un nouvel aſſemblage qui a eu un ſuccès étonnant : je vais l'expliquer : il démontre complétement que les armures bien entendues peuvent être employées très-avantageuſement.

Les Conſtructeurs, pour empêcher les Galeres d'arquer, donnent à la quille *A B C* (*Figure* 10) une courbure en dehors; ils la fortifient par une contrequille; & ils donnent au courſier *D E* une courbure plus forte que celle de la quille, eſpérant par-là donner plus de force à la quille pour conſerver ſa tonture. Les extrémités de la quille & de la contrequille aboutiſſent aux rodes de poupe & de proue *A G*, *C H*, & les extrémités des courſiers répondent aux jougues de l'avant & de l'arriere *D E*. Les épontilles *F F* ſont diſtribués dans toute la longueur de la Galere : ils s'appuient ſur la quille & ſous le courſier. Les Conſtructeurs comptent qu'en réuniſſant ainſi ces deux principales pieces, leurs forces agiſſent de concert pour réſiſter à l'impulſion de l'eau; mais cela n'empêche pas que la quille & le courſier ne perdent aſſez promptement leur courbure : ce qui doit être, 1°, parce que ce n'eſt pas l'im-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 614 sur 651

pulſion de l'eau qui fait chûter ou arquer les Galeres ; mais au contraire cet accident vient, comme nous l'avons dit plus haut, de ce que l'avant & l'arriere ne ſont point ſoutenus par l'eau, & ſont chargés de poids conſidérable.

2°, On conçoit que la quille ne peut perdre ſa courbure ſans augmenter de longueur ; ainſi, ſi les rodes de poupe & de proue étoient liés par de longues pieces de bois ou de fer, qui s'étendroient d'un bout à l'autre de la Galere, comme le repréſente la ligne ponctuée *G H*, il en réſulteroit une très-bonne liaiſon que le courſier ne peut produire, non-ſeulement parce qu'il ne s'étend pas de toute la longueur de la Galere, & qu'il ſe termine aux jougues *D E*, mais encore parce qu'étant courbe, il obéit aux efforts de la quille, & ſe redreſſe comme elle. A l'égard des épontilles *F*, ils entretiennent la quille & le courſier à une pareille diſtance reſpective ; mais ils ne s'oppoſent point du tout à ce que ces deux parties ſe redreſſent de concert.

M. Garavaque s'eſt propoſé de mettre la quille & le courſier en état de ne jamais perdre leur premiere courbure. Par les raiſons qui ont été rapportées plus haut, il eſt prouvé que ce qui oblige la quille à ſe redreſſer, eſt que ſon milieu eſt ſollicité à remonter par la preſſion verticale de l'eau, pendant que ſes extrémités ſont portées à s'abaiſſer, ſoit parce qu'elles ne ſont pas ſuffiſamment ſoutenues par l'eau, ſoit parce que ces parties ſont chargées de grands poids : mais ce redreſſement ne peut ſe faire, comme nous l'avons déja dit, que la ligne courbe ne devienne plus longue : il ſuit delà que ſi l'on fait des endents *A A A* (*Figure* 11) ſur la contrequille, qu'on ajoute deſſus une autre piece forte *B B B*, qui ait des endents faits en contre-ſens de ceux de la piece *A A A*, & que ces endents s'aſſemblent bien exactement les uns dans les autres ; la contrequille ainſi armée ne pouvant s'allonger, elle s'oppoſera à ce que la quille perde ſa tonture.

C C eſt la quille qui eſt courbe (*Figure* 11), elle eſt formée de pluſieurs pieces, comme on le voit en *E* : ces pieces ſont jointes les unes aux autres par des écarts. Cette quille

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 615 sur 651

eſt échancrée aux endroits *D* pour recevoir la moitié de l'épaiſſeur des madiers qui tiennent lieu des varangues des vaiſſeaux. *A A* ſont les pieces de contrequille qui ſont auſſi échancrées en deſſous, pour recevoir l'autre moitié de l'épaiſſeur des madiers. Il faut d'abord remarquer que ces membres encaſtrés de la moitié de leur épaiſſeur dans la quille, & de l'autre moitié dans la contrequille, font l'effet des endents d'une armure ; mais comme les Galeres ſont fort longues par comparaiſon à l'épaiſſeur de la quille, cette ſeule liaiſon ne ſuffiroit pas pour l'empêcher de s'arquer. C'eſt pourquoi M. Garavaque a fait des endents à la partie ſupérieure de la contrequille *A A*, pour recevoir l'armure *B B*. On apperçoit aiſément qu'en continuant ces endents & cette armure dans toute la longueur de la contrequille, les extrémités de la quille & de la contrequille ne pourront s'abaiſſer, parce que la ligne qu'elles doivent ſuivre pour s'abaiſſer eſt la verticale *B D* (*Figure* 12), & qu'elles ne peuvent parvenir à former une ligne droite *C C*, ſans s'allonger de la quantité *D C* ; à quoi s'oppoſent les endents de l'armure de la contrequille, qui font un effort de bois debout.

On aura ſoin que les pieces de la contrequille doublent les écarts de la quille, & autant que faire ſe pourra, que les écarts de l'armure ne ſe rencontrent point ſur ceux de la contrequille.

On voit un exemple de ces empatures (*Figure* 13). Il doit y avoir au moins quatre pieds de *C* en *D*, & on pratiquera ſur chacune des empatures des endents de rencontre *E E E*.

Ce qui vient d'être dit de la quille, peut s'appliquer au courſier *D E* (*Fig.* 10), qui ne perd ſa premiere courbure qu'à meſure que le milieu de la quille s'éleve & fait élever les épontilles *F F F*, &c. qui forcent le milieu du courſier de s'élever auſſi. Mais en faiſant au courſier des endents comme à la quille, & mettant deſſus une piece d'armure, il ne s'agira plus que de lier fortement les extrémités du courſier avec la quille, pour que ces deux pieces agiſſent de concert pour s'oppoſer à la chûte des Galeres ; & la force du courſier aura d'autant plus de

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 616 sur 651

puiſſance qu'il eſt plus élevé au-deſſus de la quille : car on ſait que la force des pieces de même épaiſſeur & de même longueur, mais de différente hauteur, augmente à peu près en raiſon du quarré des hauteurs.

Etant convaincu de l'efficacité de cette bonne liaiſon, on pourroit diminuer de la courbure du courſier ; & la ligne de vogue relevant moins de l'avant & de l'arriere, il s'enſuivroit que ces Galeres neuves ſeroient meilleures que les autres pour la vogue : nous en avons dit la raiſon plus haut.

Enfin M. Garavaque étant très-perſuadé de la bonté de ſon projet, demanda qu'il lui fût permis d'armer la quille & le courſier d'une Galere arquée & hors de ſervice. M. d'Héricourt en fit la propoſition à M. le Comte de Maurepas ; j'y joignis mes ſollicitations ; & M. le Comte de Maurepas ayant agréé le projet de M. Garavaque, on lui donna une Galere dont les bois étoient bons, mais qui étoit hors de ſervice, parce qu'elle étoit fort arquée : cette Galere fut miſe dans un baſſin de conſtruction ; on l'échoua ſur des tins qui lui firent reprendre ſa tonture. M. Garavaque arma, comme nous venons de l'expliquer, & la contrequille & le courſier : cette Galere fut miſe à flot ſans perdre autant de ſa tonture que les Galeres neuves ; elle ſe comporta bien à la mer dans une campagne qu'on lui fit faire ; & de retour dans le Port, elle avoit très-peu perdu de ſa tonture.

L'empreſſement qu'on avoit de viſiter la quille de cette Galere, fit qu'on la mit à la bande ayant preſque toute ſa charge : cette imprudence fit rompre une raie de courſier ; mais cet accident, qui n'augmenta pas ſenſiblement ſa chûte, fit ſeulement appercevoir le grand effort que faiſoient les armures pour ſoutenir dans ſa tonture une Galere qui avoit chûté, & qui, pour cette raiſon, étoit privée de toutes ſes autres liaiſons.

Cette épreuve, dont le ſuccès fut complet, eſſuya quelques contradictions ; c'eſt le ſort de toutes les nouvelles inventions : cependant on convint qu'en armant la quille & le courſier des Galeres neuves, on prolongeroit leur durée ; &

le ſieur Reynoard le Cadet, Conſtructeur des Galeres, en ayant une à conſtruire, joignit aux armures du courſier la précaution de tellement endenter les vaigres, ou, en terme de Galeres, les pieces qui forment *les fourrures*, qu'elles s'armoient & ſe ſoutenoient les unes les autres.

La *Figure* 14 repréſente les fourrures comme on les poſoit; & la *Figure* 15, les mêmes fourrures comme les avoit placées M. Reynoard.

Aſſurément cet aſſemblage eſt fort bon, quoiqu'il ne s'oppoſe pas autant à la chûte des Galeres que l'armure de la contrequille & du courſier; principalement parce que ces fourrures ne ſont pas placées dans l'axe de la Galere, & qu'elles font une eſpece d'enveloppe convexe, qui, pour cette raiſon, peut s'approcher de l'axe lorſqu'elles ont à ſupporter des efforts conſidérables. Mais l'Expérience de M. Garavaque fait appercevoir le grand avantage qu'on peut tirer des armures dans beaucoup de circonſtances.

ARTICLE IV. *Application de ces principes aux Vaiſſeaux.*

POUR indiquer d'une façon générale comment on pourroit appliquer aux Vaiſſeaux les aſſemblages que nous venons d'indiquer pour les Galeres, je ferai remarquer qu'il faut empêcher que les Vaiſſeaux n'arquent, ou que leur quille *A B* (*Figure* 7) ne devienne concave comme la ligne ponctuée *C D*. Pour y parvenir, il faut conſidérer le Vaiſſeau comme ne faiſant qu'un tout, & regarder la quille comme étant en condenſation, & les illoires comme étant en dilatation : partant de ces principes, armer & la quille & les illoires comme il convient, & ſur-tout eſſayer de lier les illoires avec l'étrave & l'étambot. Je paſſe légérement ſur ce point, parce que j'en ai déja parlé dans le *Traité d'Architecture Navale*, & que ce que je viens de dire ſur les Galeres a une grande application à ce qui regarde les Vaiſſeaux.

Mais de plus, il faut faire enſorte que les côtés des Vaiſſeaux

conſervent la forme que le Conſtructeur leur a donnée.

On peut regarder les baux des Vaiſſeaux comme autant de poutres qui ſoutiennent la charge qui eſt ſur les ponts, & particuliérement l'artillerie, qui étant ſur les ailes, tend à faire ouvrir le corps des Vaiſſeaux en faiſant redreſſer les baux *A B C* (*Figure* 16). En ce cas, il ſuffiroit de joindre aux courbes qui lient les bouts des baux aux membres, de ſimples armures, comme on le voit (*Figure* 16). Mais on peut regarder les baux comme devant réſiſter de plus à l'effort que les membres font pour ſe rapprocher, ſoit à cauſe de l'effort que font les aubans de bas-bord & de tribord qui tendent à rapprocher les côtés du Vaiſſeau de ſon axe, ſoit à cauſe de la preſſion de l'eau qui agit dans le même ſens, ſoit à cauſe de l'effort que le Vaiſſeau fait continuellement pour baiſſer de l'avant & de l'arriere : car on apperçoit que cet effort tend à faire rapprocher les bords du Vaiſſeau l'un vers l'autre. Il n'y a que la réſiſtance des baux *A B C* qui s'y oppoſe ; & comme ces baux ſont courbes, les extrémités *A* & *C* tendroient à augmenter la courbure *A B C* du bau : ſi cela eſt, les armures ordinaires deviendront tout-à-fait inutiles, parce que dans cette direction de bas en haut, les endents des armures tendroient à s'ouvrir & à s'écarter, n'étant faites que pour réſiſter à la charge du plancher dont la direction eſt de haut en bas. Mais ce n'eſt là qu'une ſuppoſition ; il faudroit examiner ſi dans les Vaiſſeaux arqués, la tonture des baux eſt plus grande qu'elle ne l'étoit lors de la conſtruction : en attendant que cet article ſoit conſtaté, je penſe que le grand poids de l'artillerie prédomine ſur les autres cauſes. Néanmoins s'il étoit bien vrai que le bouge des baux augmentât, il faudroit les armer auſſi en ſens contraire, ou, encore mieux, faire les endents des armures en dés, parce que ces endents s'oppoſent preſque également à ce que la tonture augmente ou qu'elle diminue.

EXPLICATION

EXPLICATION des Planches & des Figures du Livre cinquieme.

PLANCHE XX.

LA FIGURE 1 repréſente l'aire de la coupe d'un tronc d'arbre où les couches annuelles ſont marquées par des cercles concentriques, ce qui fait voir qu'une planche qui ſeroit levée dans le même ſens que *A E*, pourroit être regardée comme formée de pluſieurs planches poſées les unes ſur les autres, & collées enſemble. Il en eſt de même d'un barreau qui eſt repréſenté plus en grand en *G H* & en *g h*, & il eſt prouvé que ce barreau ſera plus fort étant poſé comme on le voit en *H* ou en *h*, que comme en *G* ou en *g*.

La Figure 2 eſt un barreau, mais que l'on conſidere comme formé de deux parallélipipedes *a f*, *b f*, appuyés l'un contre l'autre par leurs baſes *c f*: on imagine en *c* un point d'appui & deux forces *e d* appliquées aux deux extrémités *b a*; on examine ce qui doit réſulter de l'effet de ces deux forces *e d*.

La Figure 3 repréſente un barreau pareil, formé auſſi de deux parallélipipedes *a* & *b*, & chargé des poids *e d*, mais qui ſont unis à leur baſe par un lien *f*.

La Figure 4 repréſente les mêmes parallélipipedes dont les baſes ſe touchent encore; mais au lieu d'être liés par un lien qu'on ſuppoſe incapable de prêter, ils le ſont par des reſſorts *f* diſtribués dans toute la hauteur des parallélipipedes.

La Figure 5 fait appercevoir ce qui arrivera dans cette ſuppoſition, quand les poids *e d* agiront ſur les extrémités *a b*. Tous les reſſorts entreront en dilatation, mais inégalement; ceux *g h* ſeront fort dilatés, & ceux qui ſeront vers *c* ne le ſeront preſque pas.

A la Figure 6 la ſuppoſition eſt changée: les baſes du parallélipipede *a b* ſont écartées l'une de l'autre, & liées par des

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 620 sur 651

reſſorts *f c* qu'on ſuppoſe indifférents à ſe dilater & à ſe contracter : dans ce cas, les uns entreront en dilatation & les autres en contraction.

On voit cet effet *Figure 7*, en pliant un bâton de cire molle par l'applatiſſement qui ſe fait en *f*, & le bourſoufflement qu'on voit en *c*.

PLANCHE XXI.

La Figure 8 ſert à faire appercevoir qu'on peut remarquer cet effet dans le barreau que nous avons ſuppoſé (*Figure 6*), & on peut remarquer de plus que les reſſorts *f* qui entrent en dilatation tendent à rapprocher les parties *a d* & *b e* du point *f*, pendant que ceux qui ſont en condenſation tendent à éloigner les parties *l a* & *m b* du point *c* ; & ſi ces parallélipipedes étoient partagés en deux par la ligne ponctuée *a b*, ces deux parties gliſſeroient l'une ſur l'autre.

Ce gliſſement eſt ſenſible à la *Figure 9* où l'on ſuppoſe des planches *a*, *b*, *c*, *d*, couchées les unes ſur les autres, & chargées par les extrémités.

C'eſt encore à cauſe de la contraction des fibres qu'on voit quelquefois dans un barreau ſec & de bon bois qu'on rompt, qu'il ſe détache d'abord un éclat *f* à la partie concave de la piece *Figure 10*.

La Figure 11 repréſente quatre planches *a b c d*, poſées les unes ſur les autres, & l'on apperçoit ſenſiblement qu'elles ſeront moins fortes étant poſées de plat *Figure 12*, qu'étant poſées de champ *Figure 13*.

Les Figures 14 & 15 repréſentent des barreaux entiers qu'on a ſciés en *g*, les uns du tiers, les autres de la moitié de leur épaiſſeur, & on a rempli le trait de ſcie avec une petite planche de bois ſec pour connoître combien il y a de fibres en condenſation, & combien il y en a en dilatation. Il eſt bon de remarquer qu'à la Figure 14 le point d'appui eſt ſuppoſé en *f*, & les poids en *d* & en *e*, au lieu qu'à la Figure 15 les points d'appui ſont en *a* & en *b*, & la charge au point *g* ; c'eſt ainſi qu'on a fait toutes les Expériences.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 621 sur 651

La Figure 16 repréſente deux parallélipipedes *a* & *b*, entre leſquels on a mis une petite planche de bois ſec *c*, & là eſt ſuppoſé le point d'appui; les poids ſont en *d* & en *e*. Il y a un lien en *hh*; quand les poids ont fait leur effet, & quand on décharge la piece pour la redreſſer, la compreſſion de la piece fait que la fente s'eſt ouverte comme le repréſentent les lignes ponctuées *fg*.

PLANCHE XXII.

La Figure 17 repréſente un barreau entier; on en a fait rompre pluſieurs pour connoître leur force.

La Figure 18 eſt un barreau de mêmes dimenſions, mais ſcié en quatre endroits *a*, *b*, *c*, *d*, du quart de ſon épaiſſeur.

Le barreau *Figure 19* étoit ſcié de la moitié de ſon épaiſſeur; & le barreau *Figure 20* étoit ſcié des deux tiers de ſon épaiſſeur. Ayant rempli les traits de ſcie avec des planches minces, on les fit rompre pour éprouver leur force.

La Figure 21 repréſente un pareil barreau, auquel on avoit rapporté à la partie qui entre en condenſation un morceau de bois dur *a b*.

La Figure 22 repréſente l'aire de la coupe d'un tronçon de mât qu'on voit en perſpective *Figure 23*. On a diviſé ce tronçon par ſept cercles concentriques qu'on a eu ſoin de faire ſuivre dans les cercles annuels; & dans les cercles, on a pris 8 rondins *E*, 16 rondins *D*, 24 rondins *C*, 32 rondins *B*, & 32 rondins *A*. On n'en a point fait avec l'orbe *G*, parce que ce n'étoit que de l'aubier, & les traits de ſcie multipliés ont empêché qu'on n'en prît en *F*; il eſt clair qu'en mettant en comparaiſon des rondins, ou des barreaux du même orbe, on les avoit auſſi comparables qu'il eſt poſſible, tant à l'égard de la nature du bois, qu'à l'égard de l'âge, du degré de ſéchereſſe, &c.

On a eu attention, quand on a chargé les barreaux ou ſimples ou armés pour les faire rompre, de mettre toujours les couches ligneuſes dans un ſens vertical, comme il eſt repréſenté en *B B Figure 24*, & jamais comme en *A A* ni comme en *C C*.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 622 sur 651

PLANCHE XXIII.

La Figure 25 repréſente comment nous comptions d'abord faire rompre nos barreaux en les ſcellant dans un mur *A*, & en les chargeant de poids qu'on mettoit dans la caiſſe *B*.

Ayant reconnu que cette méthode étoit défectueuſe, nous en avons enſuite fait rompre pluſieurs ſur un établi de Menuiſier *Figure 26*. *a a* repréſente cet établi; *b b*, le barreau dont on vouloit éprouver la force; *c c*, une regle qui le recouvroit; *d d*, des valets qui ſervoient à aſſujettir le barreau; *f f*, une regle mince qui ſervoit à meſurer ſa courbure; *g g*, un fil à plomb qui faiſoit connoître de combien il ſe raccourciſſoit; *e*, la caiſſe où l'on mettoit les poids.

N'ayant pas encore été ſatisfaits de cet établiſſement, nous avons employé pour preſque toutes nos Expériences la machine repréſentée à la *Figure 27*.

A, la caiſſe où l'on mettoit les poids; *B B*, deux fortes regles entre leſquelles on mettoit le barreau qu'on vouloit rompre; *C C*, forte planche attachée avec des vis aux treteaux *F* pour les rendre plus ſolides, & pour porter le gradin *G*. Sur la planche *I* étoit la trémie *D*, qui étoit remplie de fines dragées de plomb. On voit en *E* une petite porte à couliſſe qu'on ouvroit ou qu'on fermoit, pour qu'il ne coulât qu'une certaine quantité de plomb dans un temps donné. Ce plomb ſe rendoit par la chauſſe *H* dans la caiſſe *A*, ce qui faiſoit que le poids augmentoit peu à peu & ſans ſecouſſes.

PLANCHE XXIV.

LA FIGURE 1 repréſente un carton diviſé en 500 parties égales par des lignes verticales. On le poſoit derriere le barreau qu'on chargeoit; & en traçant avec un crayon la courbe que prenoit le barreau ſous différents poids, on connoiſſoit les ordonnées de ces différentes courbes.

La Figure 2 repréſente un barreau d'une piece; *a a* eſt ſa longueur; *D E*, ſa largeur, & *F D*, ſon épaiſſeur ou ſa hauteur.

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 623 sur 651

La Figure 3 *D,E,F,G* repréſente le bout des barreaux qui avoient tous une même largeur *A B*, & différentes épaiſſeurs *B C*.

La Figure 4 *H,I,K,L* repréſente le bout des barreaux qui avoient tous une même épaiſſeur *B C*, mais différentes largeurs *A B*.

La Figure 5 repréſente un barreau de mêmes dimenſions que celui de la Figure 2, mais qui eſt formé de trois planches *A B C* collées les unes aux autres.

Après avoir éprouvé la force des barreaux de même longueur & de différent équarriſſage, je me ſuis propoſé d'éprouver la force des barreaux d'un pareil équarriſſage, mais de différente longueur comme *D*, *E*, *F Fig. 6*.

Les Figures 7 & 8 repréſentent des barreaux armés. *A* eſt la meche; *B B*, les armures; *c c c*, les endents. La ligne ponctuée *M* marque la tonture ou la courbure de ce barreau.

La Figure 9 repréſente un barreau armé comme le ſont les mâts d'aſſemblage. *A*, la meche; *B B*, les jumelles. On voit ce barreau par deſſus, & la *Figure 10* le repréſente vu par le côté. On peut faire les jumelles d'une ſeule piece ou de deux, comme on le voit en *a*.

La Figure 11 repréſente un barreau aſſemblé par des écarts. La face *A A* eſt le deſſus; l'écart s'étend de *C* en *D*, & il y a un endent en *E*.

La Figure 12 repréſente un barreau de trois pieces aſſemblées par des écarts qui s'étendent de *A* en *B*; *c c* eſt une des faces verticales.

La Figure 13 eſt deſtinée à faire voir que dans tous ces cas on a eu l'attention de mettre perpendiculairement les couches ligneuſes.

La Figure 14 repréſente un barreau entier; on en a rompu pluſieurs pour conſtater la force des barreaux entiers.

La Figure 15 repréſente un barreau d'aſſemblage ou armé, de mêmes dimenſions que le barreau *Figure* 14; mais contre l'uſage ordinaire, on ne lui a point donné de bouge ou de tonture : on l'a fait tout droit, ce qui n'eſt pas avantageux à ſa force.

PLANCHE XXV.

LA FIGURE 1 repréſente un barreau qu'on a ſcié en trois endroits *e*, *b*, *f*, à ſa partie ſupérieure, & l'on a mis dans les traits de la ſcie des coins pour faire prendre au barreau une courbure pareille à celle des barreaux armés.

La Figure 2 eſt un barreau armé à l'ordinaire, de mêmes dimenſions que celui *Figure 1*; *L K*, ſa longueur; *K H*, ſa largeur; *H I*, ſa hauteur; *D C*, ſon bouge ou ſa tonture; *L K*, la meche; *G G*, les armures; *c c c*, les endents.

La Figure 3 eſt un barreau tout ſemblable au précédent repréſenté dans la Figure 2. *E F*, la meche; *G H*, *K H*, les armures; *b c*, les endents qui ont différentes profondeurs, les uns ayant une ligne, les autres deux lignes, les autres deux lignes & demie.

La Figure 4 eſt un barreau pareil au précédent, dont tous les endents étant pris aux dépens des pieces, les barreaux étoient d'autant moins épais que les endents étoient plus profonds. *E F*, la meche; *G H*, *K H*, les armures; *A H*, l'épaiſſeur totale du barreau; *c d*, les endents.

La Figure 6 repréſente un barreau armé comme les précédents, & qui a rapport à l'Article IX, ce qu'il eſt bon de faire remarquer, parce que dans le diſcours on a oublié de renvoyer à la Figure 6. Outre cela on indique les endents par *B C* grandes lettres, au lieu qu'ils doivent l'être par *b c* petites lettres. *g k*, les armures; *e f*, la meche; *b c*, les endents; *A B*, l'épaiſſeur des armures; *C D*, l'épaiſſeur de la meche; *A D*, l'épaiſſeur totale.

La Figure 5 eſt un morceau de meche deſſiné plus en grand que les Figures précédentes, afin de faire mieux appercevoir la forme des endents; *A B*, & *B H* marquent la longueur des endents; *H I*, la profondeur des endents; *C D*, la hauteur ou l'épaiſſeur de la meche.

La Figure 7 repréſente les endents différemment taillés qu'à la Figure 5. *G E* eſt la partie ſaillante; *E F*, la partie creuſe ou enfoncée; *I H*, la profondeur des endents qui ſont

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 625 sur 651

taillés perpendiculairement à la face *K L*, au lieu qu'à la Figure 5 la coupe eſt oblique.

On voit à la *Figure 8* que la rupture de la meche s'eſt faite en *B G*, & que les endents *B C*, *F G*, ſe ſont comprimés, refoulés & émouſſés; la jonction *A* des armures s'eſt ouverte.

A la Figure 9, la meche a rompu en *F G*, les endents du côté de *E* ſe ſont un peu refoulés, & ceux *A B C D* ſe ſont comme déchirés, *A* plus que *B*, *B* plus que *C*, & *C* plus que *D*.

A la Figure 10, la rupture de la meche a été en *D C*; les endents *D E* ſont reſtés dans leur entier; les endents *B F* ſe ſont un peu refoulés, & l'endent *B C A* s'eſt détaché en entier ſuivant le fil du bois.

Au barreau *Figure 11*, la meche a rompu par grands filaments en *B C*; il n'y a point eu de refoulement aux endents du côté *B D*, un peu à ceux du côté *A E*.

Au barreau *Figure 12*, la meche a rompu au milieu par grands filaments, & l'on n'a point apperçu de refoulement aux endents. On n'en a point apperçu non plus au barreau *Figure 13*; mais un endent *B C* s'eſt détaché en entier.

Au barreau *Figure 14*, la meche a rompu par grands filaments, & on n'a point apperçu de refoulement aux endents. La *Figure 15* eſt deſtinée à faire mieux appercevoir comment les meches rompoient.

La Figure 16 repréſente un barreau armé. *A B*, les deux pieces d'armure; *G G*, les clous qui joignoient l'armure à la meche; *E F*, les endroits où l'on a ſcié l'armure pour lui ſubſtituer d'autres pieces.

La Figure 19 eſt encore un barreau armé. *A B* eſt ſa longueur; *B C*, la largeur du barreau; *C D*, ſa hauteur ou ſon épaiſſeur; *F G* ou *f g*, la profondeur des endents; *L K*, la fleche ou la courbure du barreau. La ligne ponctuée *a b c* marque une petite engraiſſe, ou une petite planche courbe qu'on a quelquefois miſe en cet endroit pour que le poids ne portât pas ſur un ſeul endroit, & qu'il ſe diſtribuât dans une certaine étendue.

La Figure 17 ſert à faire voir comment on s'y eſt pris pour

que tous les barreaux euſſent une courbure pareille. *P Q*, une forte piece de bois quarré ; *K L*, une calle de bois qui déterminoit la courbure qu'on vouloit faire prendre au barreau ; on poſe le milieu *I* de la meche ſur le morceau de bois *K L* ; puis forçant ſur les extrémités *A B*, on lui donne la courbure *A K B*, & l'on arrête fermement les extrémités *A B* de la meche ſur la piece de bois *P Q*. La meche étant en cette ſituation, on forme les endents *T T*, *M*, *I*, *g G*, *T*, &c. & poſant deſſus les armures *N I*, *M O*, *f F*, on trace & on taille les endents de rencontre des armures, & on les aſſujettit avec des clous ſemblables à *G G Figure* 16. On voit en *M M* un pli que les fibres comprimées par la charge avoient fait en cet endroit, & *N O* marque le morceau d'armure qu'on a emporté pour y en ſubſtituer un autre de la Figure 18.

Cette *Figure* 18 *N O* ou 1 *C* eſt un morceau d'armure deſſiné un peu en grand. Il doit être mis à la place de *N O Figure* 17 qu'on a retranché, comme on l'a dit dans le diſcours. *B C* eſt la largeur de cette enture ; *C E*, ſon épaiſſeur. 2 *F*, 1 *C* eſt un morceau d'enture plus épais que *C E* de la quantité *E F*, qu'on a mis enſuite à la place de *C* 1. 1 *C* & 3 *G* repréſentent un autre morceau d'armure, qu'on a mis enſuite à la place du précédent 1 *C*, 2 *F*. On voit dans l'ouvrage, que le barreau a été d'autant plus fort, qu'on a mis la portion d'armure *Figure* 18 plus épaiſſe.

La Figure 20 repréſente un barreau dont la meche *A B* eſt d'une piece ; l'armure *C D E*, de trois morceaux ; *F G*, les endroits où ces morceaux d'armure s'arcboutent ; *h*, *h*, *h*, les endents.

PLANCHE XXVI.

LA FIGURE 1 eſt un barreau armé à l'ordinaire avec des endents obliques. *A D*, la meche ; *B E*, les armures ; *B C*, l'épaiſſeur du barreau ; *F G*, la fleche de la courbure.

La Figure 2 eſt un barreau ſemblable à celui de la Figure premiere. *A D*, la meche ; *B E*, les armures ; *F G*, la fleche ; mais à celui-ci les endents étoient en dés.

Figure

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 627 sur 651

Figure 3, barreau à endents obliques. *A D*, la meche d'un morceau ; *B E*, l'armure de trois pieces *H I K*.

Figure 4, barreau tout ſemblable au précédent, excepté que les endents ſont en dés. *A D*, la meche d'une piece ; *B E*, les armures de trois pieces *H I K*.

Figure 5, barreau de cinq pieces avec des endents en dés. *A D*, la meche de deux pieces étant jointe par un écart en *G*.

Figure 6, barreau de cinq pieces avec des endents en dés. *A F D*, la meche qui eſt de trois pieces ; *B E*, les armures qui ſont de deux pieces ; *G G*, les écarts.

La Figure 7 eſt un barreau de ſix pieces avec des endents obliques. *A F D*, la meche qui eſt de trois pieces ; *H I K*, l'armure auſſi de trois pieces ; *G G G*, les écarts.

Figure 8, barreau de ſix pieces avec des endents en dés. *A F D*, la meche qui eſt de trois pieces ; *H I K*, l'armure qui eſt de trois pieces ; *G G G*, les écarts.

La Figure 9 eſt un barreau à endents obliques armé à l'ordinaire, mais ſans courbure. *Q M N*, la meche d'une piece ; *P O*, les deux armures ſéparées de la meche.

Figure 10, barreau formé de deux pieces poſées de champ avec des endents en dés. *Q M*, une de ces pieces ; *P O*, l'autre piece.

Figure 11, barreau à endents obliques & qui n'a point de tonture. Il y a deux pieces d'armure *L M* ; la meche eſt formée de quatre pieces, ſavoir, *C F D* & *D E*, *D K H* & *I D* ; les empatures ſont en *D*.

Figure 12, barreau droit avec des endents en dés ; ſavoir, *i k*, *k l* & *c d*, *d e*.

Figure 13, barreau courbe avec des endents obliques de trois pieces armé à l'ordinaire. *C A*, la meche d'une piece ; *E F*, l'armure de deux morceaux ; *B D*, la fleche de la courbe ; *a c*, épaiſſeur totale du barreau.

Figure 14, barreau de pareilles dimenſions que le précédent, & dont les endents étoient obliques ; mais la meche *A C* étoit de trois pieces *A B C* ; les écarts de la meche étoient en *E*.

Figure 15, barreau à endents obliques. A quelques-uns l'ar-

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 628 sur 651

mure étoit de deux pieces *E F*, *F e*; & à d'autres de trois *E F e*. Cette armure étoit courbe; la meche, qui étoit droite par deſſous, étoit formée de trois pieces *A C B*.

PLANCHE XXVII.

LA FIGURE 1 repréſente une poutre *A B* qui eſt fortifiée par une décharge; les deux pieces *C D* s'arcboutent en *G*, & ſont retenues dans les entailles *E F*; *G H* eſt un boulon de fer qui lie les décharges avec la poutre.

A la Figure 2, la poutre *A B* eſt fortifiée en deſſous par le tirant *I K* & les décharges *C D*, qui ſont reçues dans des entailles *E F* qui ſont faites au tirant *I K*, & ces décharges *C D* arcboutent par leur autre extrémité contre la piece *G H*.

La Figure 3 eſt un écrou de preſſoir; *A B*, ſa longueur; *A C*, *B C*, ſon épaiſſeur; *C D*, ſa largeur; *E E*, les entailles pour embraſſer les jumelles; *F* le trou dans lequel ſont formés les pas de l'écrou. Ces écrous ſont très-ſujets à rompre en *G*; pour les fortifier, on a coutume de mettre ſur la face ſupérieure les pieces courbes *G G Figure 4*, entre leſquelles paſſe la vis *I*: *H H* ſont des bandes de fer qui lient l'une à l'autre les pieces courbes *G G* qu'on nomme *Solles torſes*; ces ſolles torſes ne fortifient pas beaucoup les écrous, il vaut mieux, *Figure 5*, coucher ſur l'écrou *A B*, aux deux côtés de la vis, les pieces droites *K K*; à un pied ou dix-huit pouces au-deſſus, on ajoute les pieces *L L*, & entre elles deux, les décharges *M M* qui ſont reçues dans les entailles *N N* de la piece ou tirant *L L*, & dans les entailles *O O* de la piece *K K*; il faut que cette piece appuie fortement ſur l'écrou au point *P*: *Q Q*, ſont des mortaiſes pour recevoir des paumelles qui lient les pieces que nous venons de repréſenter avec de pareilles pieces qui doivent être à la face poſtérieure de l'écrou; *R S* repréſente la tête des jumelles.

La Figure 6 repréſente la coupe d'un mât d'aſſemblage fortifié par des bandes de fer, comme l'a propoſé le ſieur Barbé, Maître Mâteur du Roi à Breſt. *A*, la meche; *B*, les jumelles;

Du transport, de la conservation et de la force des bois; ou l'on trouvera des ... - page 629 sur 651

c c c, les bandes de fer qu'a propoſé le ſieur Barbé.

Figure 7, la ligne *A B* repréſente la quille d'un Vaiſſeau neuf; & la ligne ponctuée *C D*, la quille d'un Vaiſſeau arqué.

Figure 8, la ligne *A B* repréſente la quille d'une Galere qui a ſa tonture; & la ligne *C D*, la quille d'une Galere qui a chûté ou qui eſt arquée.

La Figure 9 ſert à donner l'idée de l'amarrage d'une Galere dans le Port; *a b* ſont des ancres d'amarrage qui répondent à l'avant de la Galere; *c d*, des organeaux ſcellés au quai, & qui aſſujétiſſent la poupe de la Galere.

La Figure 10 repréſente la coupe d'une Galere. *A B C*, la quille; *D E*, le courſier; *A G*, *C H*, les rodes de proue & de poupe; *F F F*, les épontilles.

Figure 11; *c c c*, les pieces de quille; *E E*, les bouts de ces différentes pieces; *D D D*, la coupe des madiers qui ſont entaillés de la moitié de leur épaiſſeur dans la quille, & de l'autre moitié dans la contrequille *A A A*. On voit en *F F* les écarts qui joignent les unes aux autres les pieces de contrequille; *B B* eſt l'armure de la contrequille.

La Figure 12 ſert à faire voir que la quille d'une Galere, repréſentée par *B B*, ne peut perdre ſa tonture pour devenir comme *c c*, ſans qu'elle augmente de longueur, à quoi s'oppoſent les endents des armures.

La Figure 13 repréſente comment on forme les écarts avec des endents, & comment on peut, par ce moyen, faire des tirants de pluſieurs pieces.

Nota. *Nous n'avons éprouvé la force des Barreaux d'aſſemblage qu'en les chargeant dans leur milieu, comme le ſont les poutres des bâtiments; cependant ſi l'on avoit beſoin de tirants qui euſſent une grande longueur, on pourroit les former de pluſieurs pieces aſſemblées bout-à-bout par des écarts & des endents, comme l'a fait fort heureuſement feu M. Pitrou, Inſpecteur Général des Ponts & Chauſſées, pour relier le Pont d'Orléans.* Voyez *le Recueil* in-folio *des différents Projets d'Architecture de cet Auteur, imprimés en 1756.*

La Figure 14 repréſente des vaigres ou fourrures de Galeres, comme on les poſoit avant le ſieur Reynoard, qui a joint à l'armure du courſier & de la quille la diſpoſition des vaigres, comme on le voit *Figure 15*.

La Figure 16 ſert à faire comprendre un raiſonnement qui eſt dans le Mémoire ſur l'armure des baux.

FIN.

Extrait des Regiſtres de l'Académie Royale des Sciences.

Du dix-huit Janvier 1767.

MESSIEURS DE JUSSIEU, DEPARCIEUX & BÉZOUT, qui avoient été nommés pour examiner le huitieme & dernier Volume du *Traité complet des Bois & Forêts*, par M. DUHAMEL, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreſſion; en foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat. A Paris, le 30 Janvier 1767.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Secretaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

On trouvera le Privilege à la fin du ſecond Volume du *Traité de l'Exploitation des Bois.*

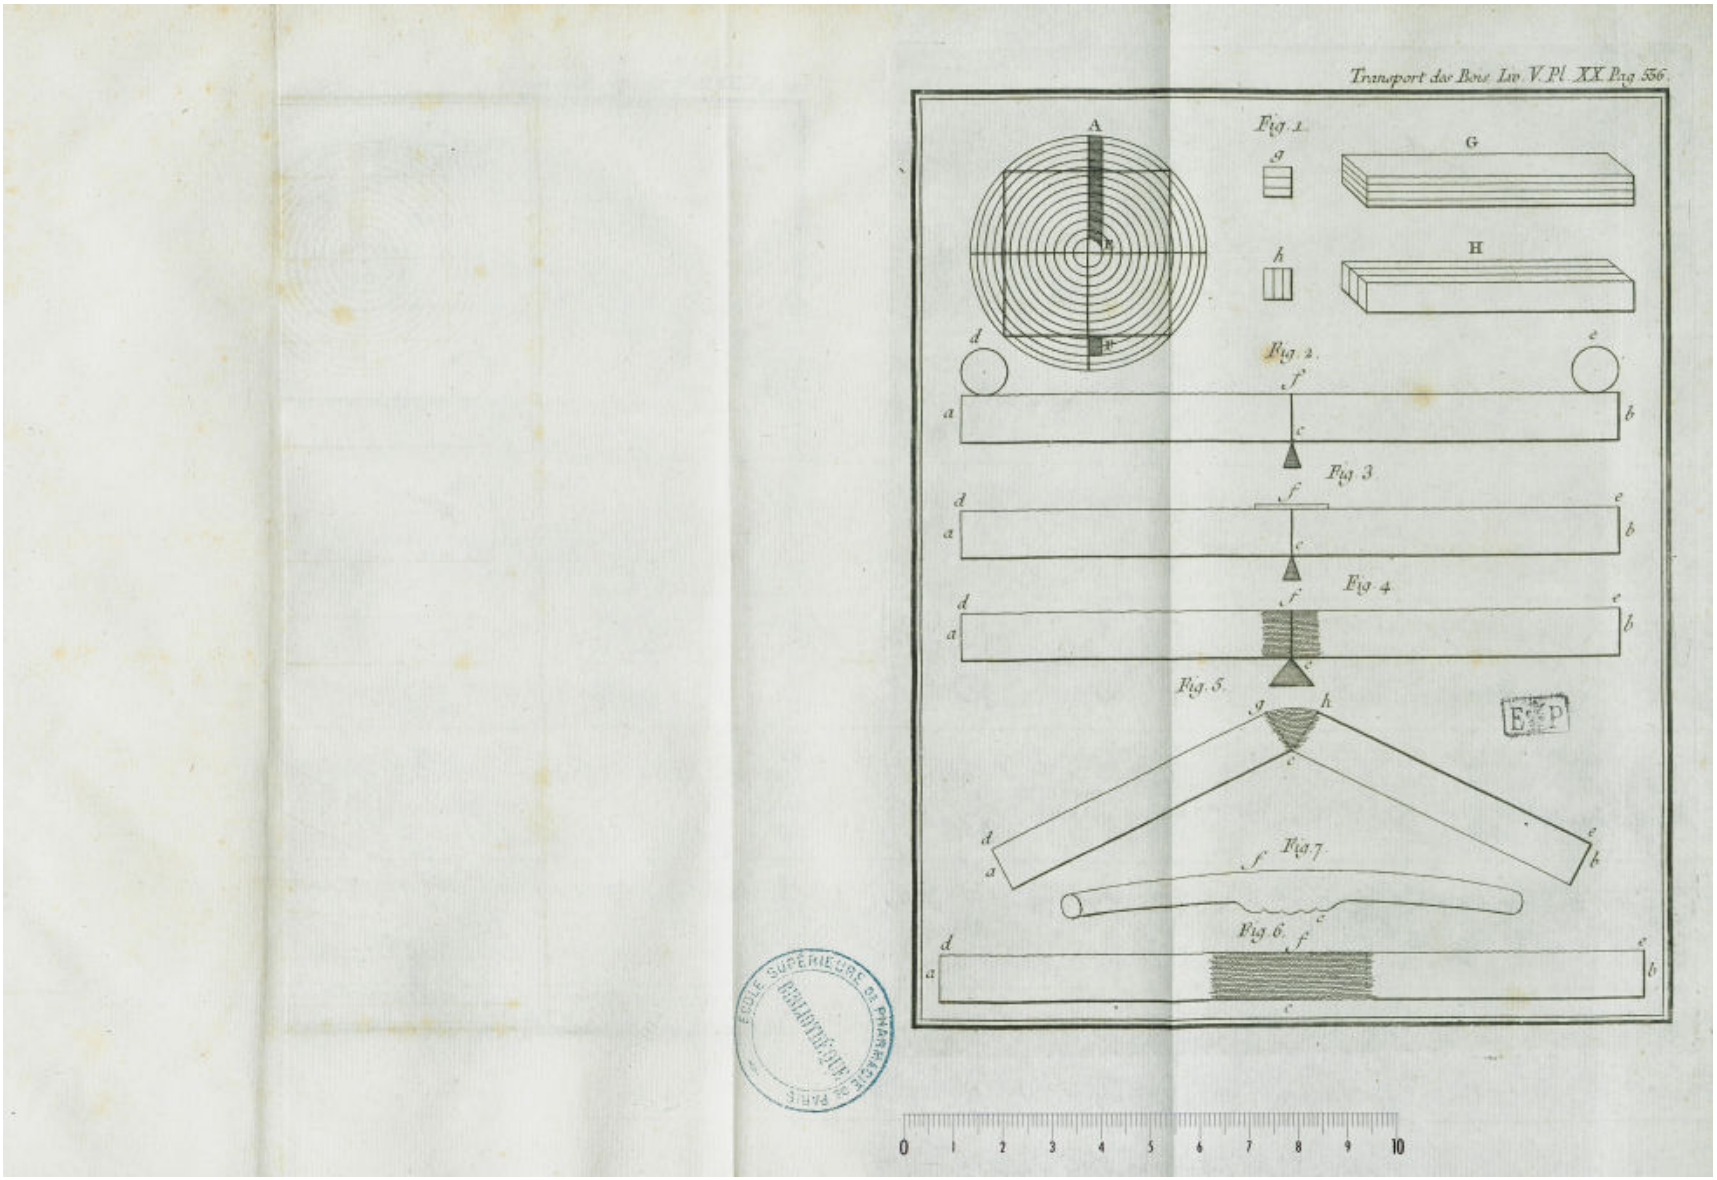
Transport des Bois Liv. V. Pl. XX. Pag. 556.
Fig. 1.
A
G
H
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

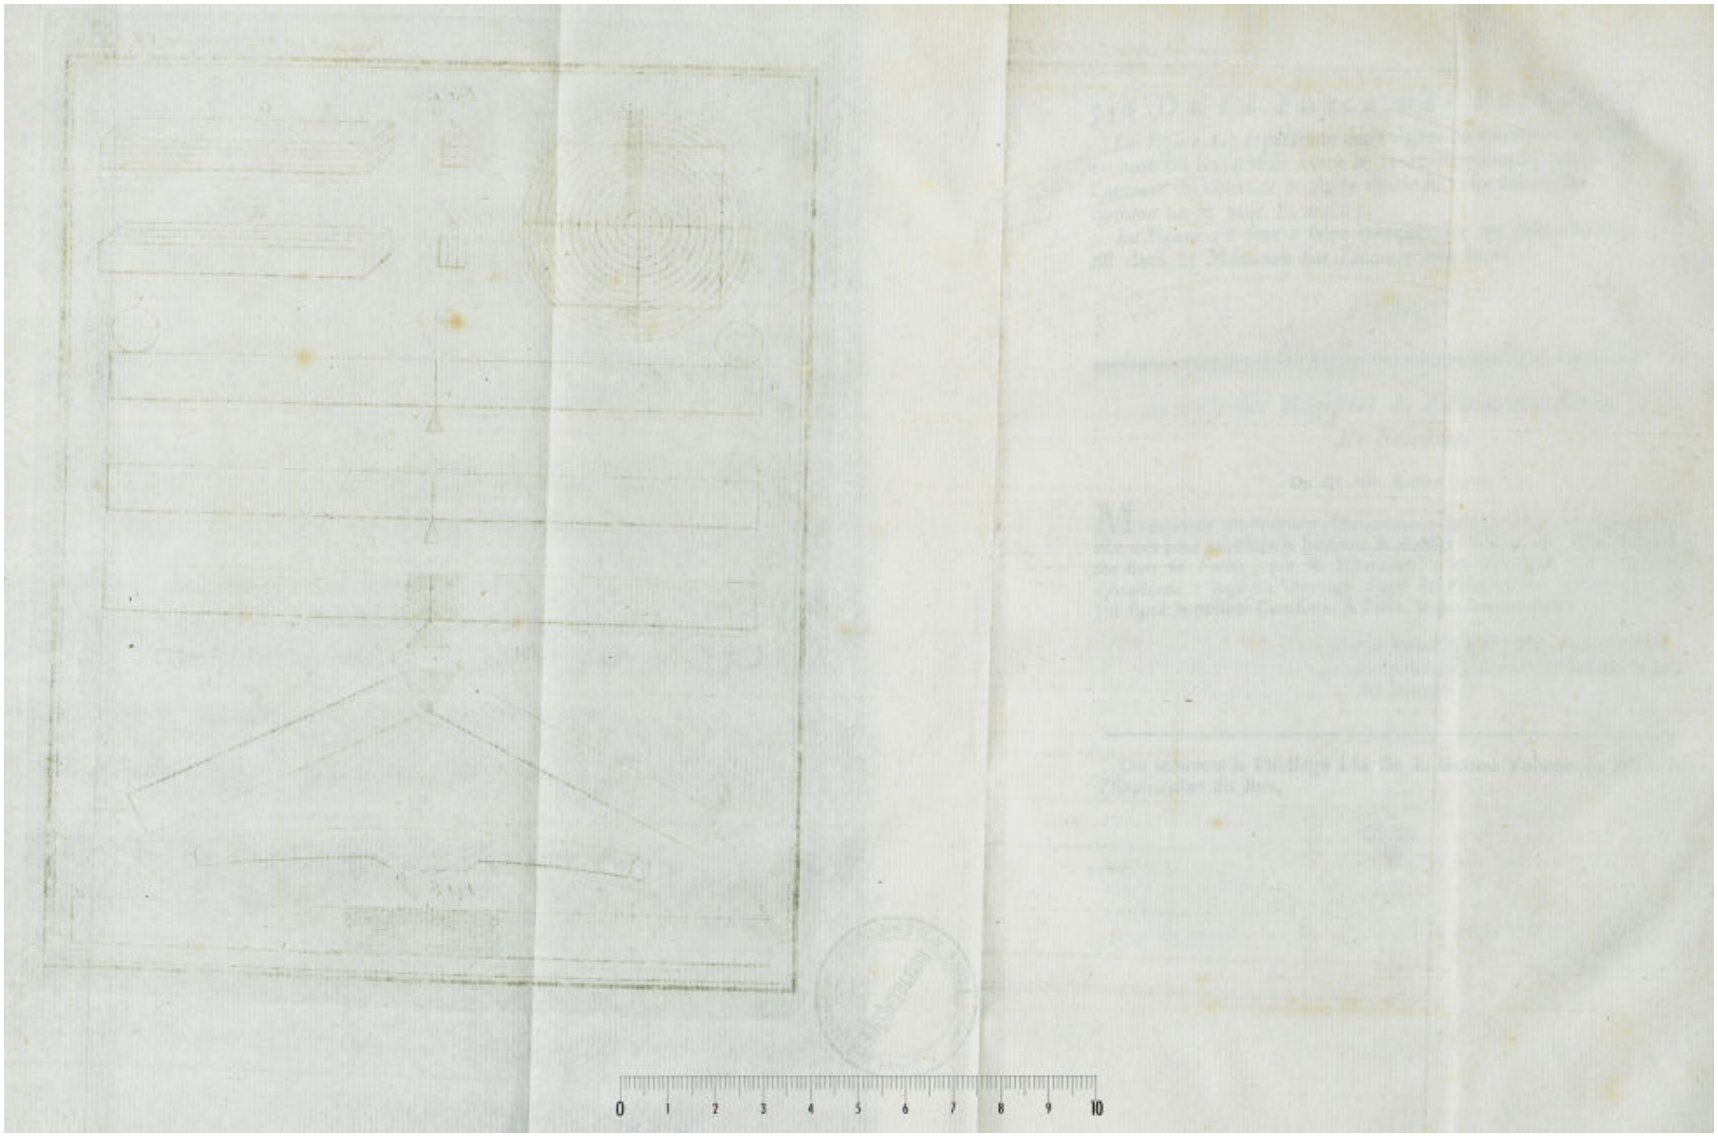
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

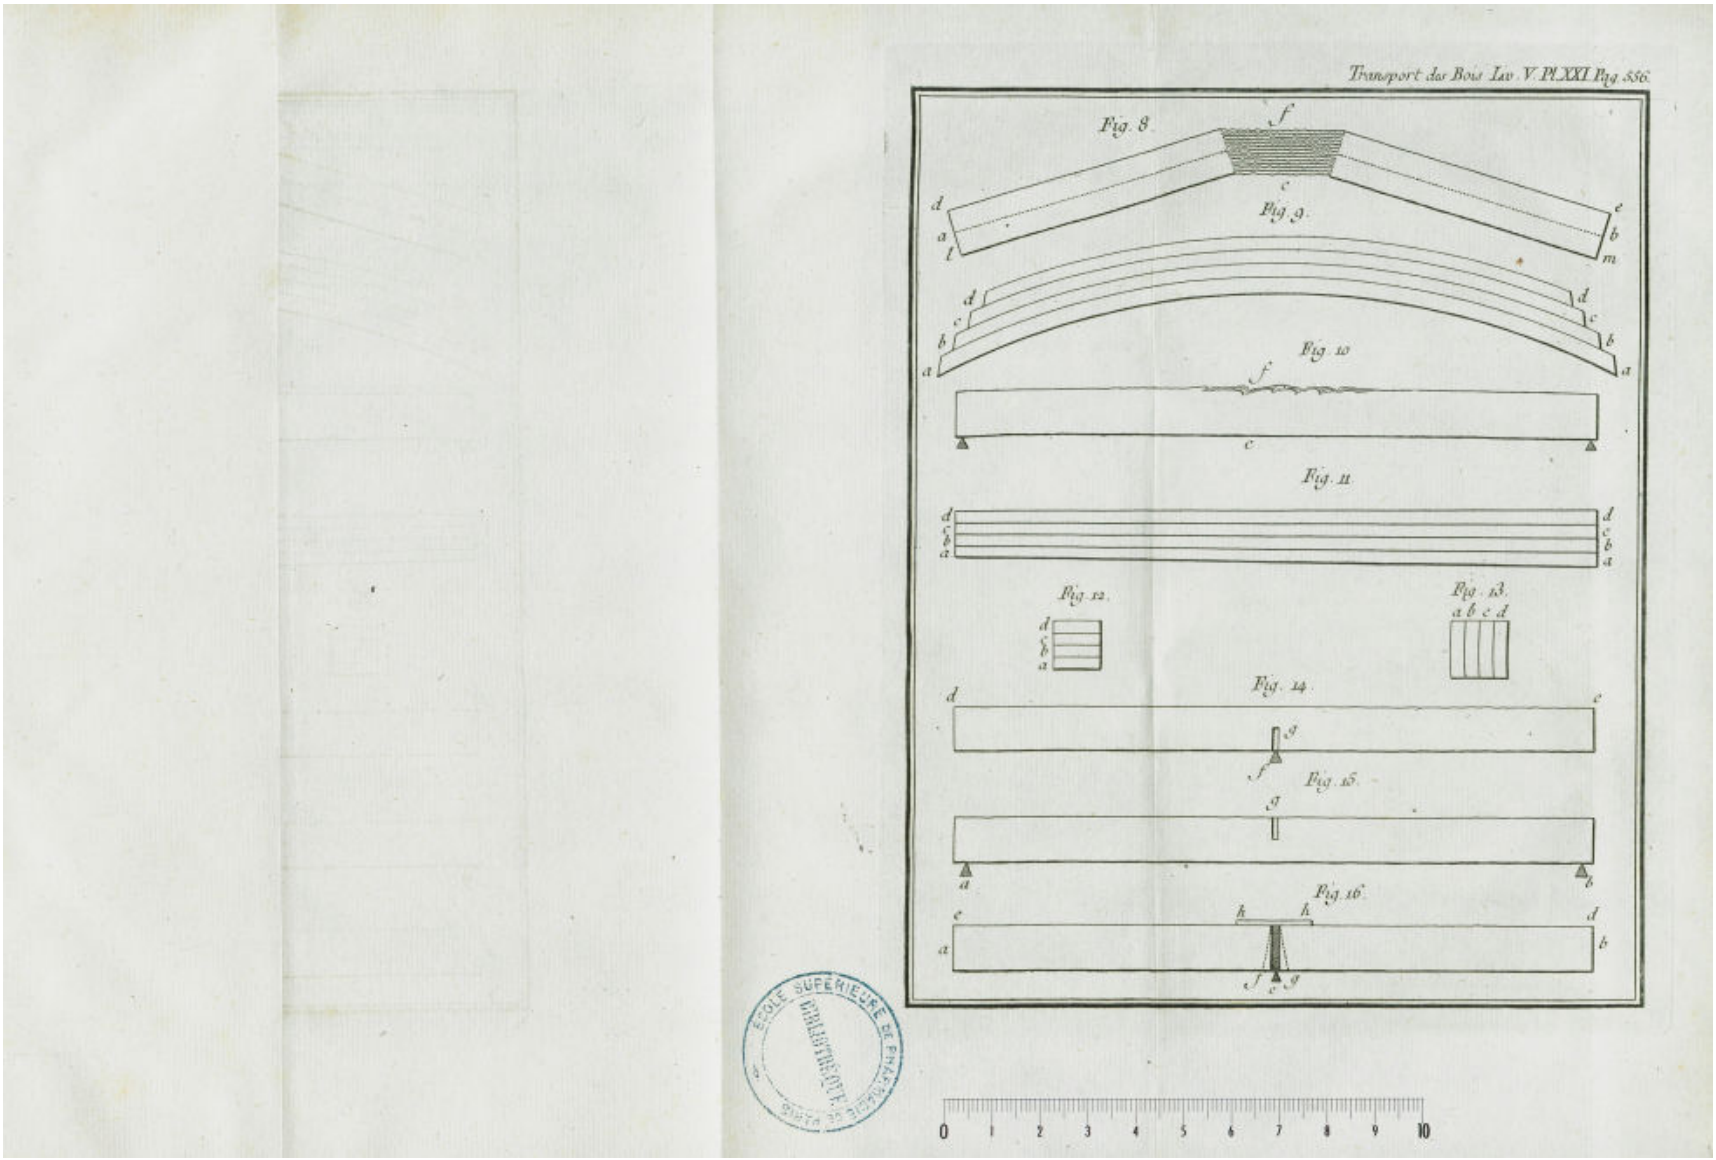

ECOLE SUPÉRIEURE DES PONTS ET CHAUSSÉES

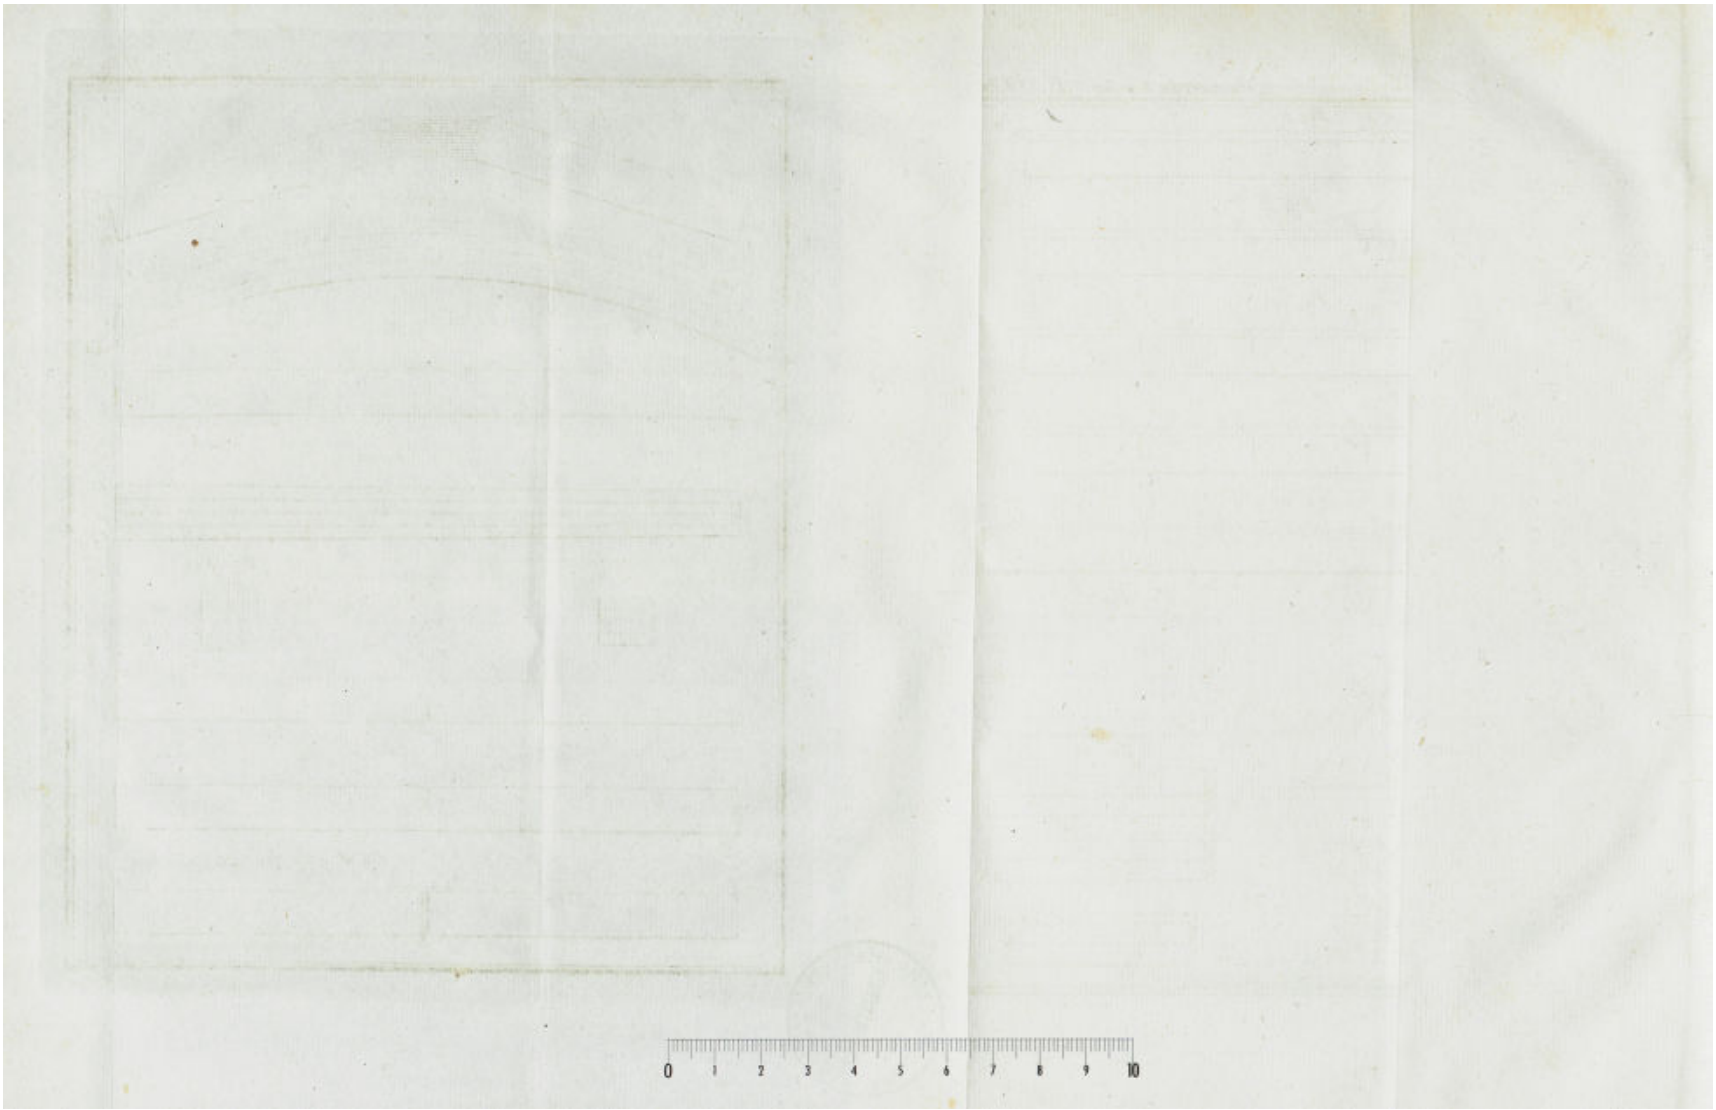
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

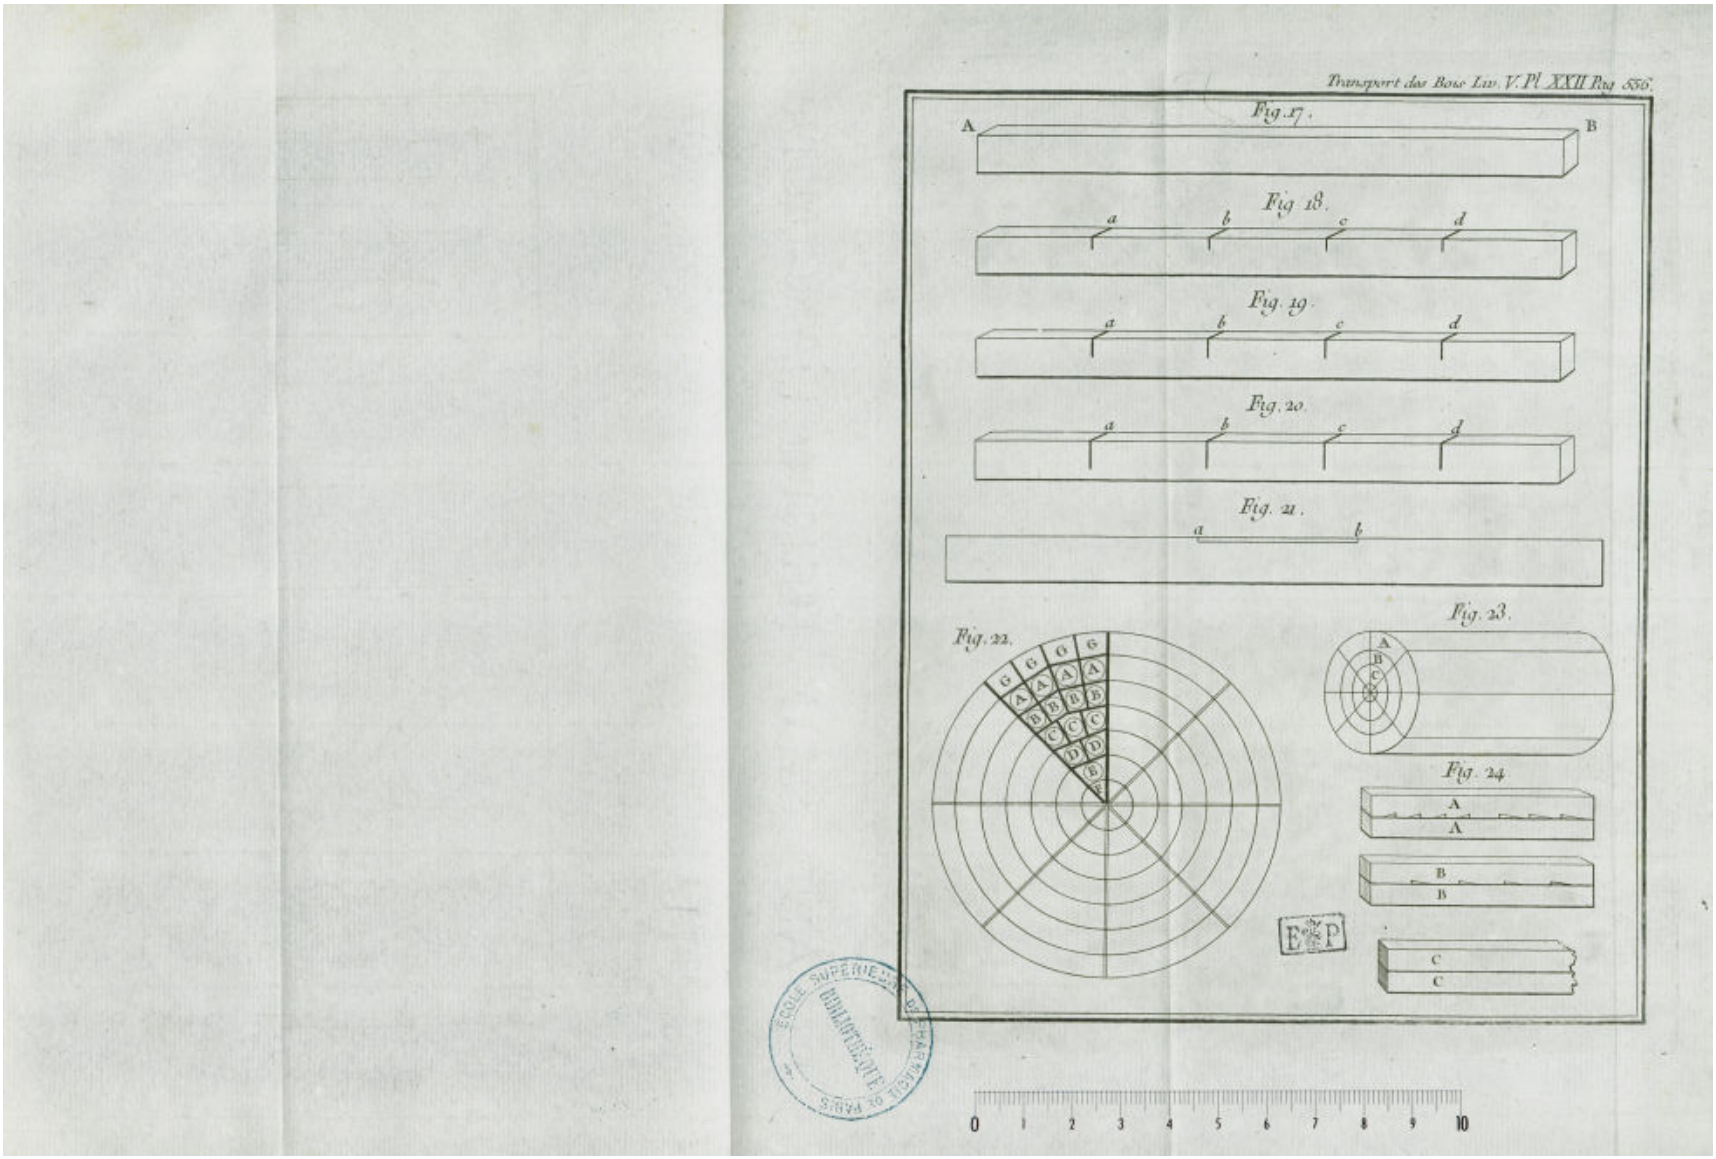
Transport des Bois Liv. V. Pl. XXII. Pag. 550.
Fig. 17.
A
B
Fig. 18.
a
b
c
d
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

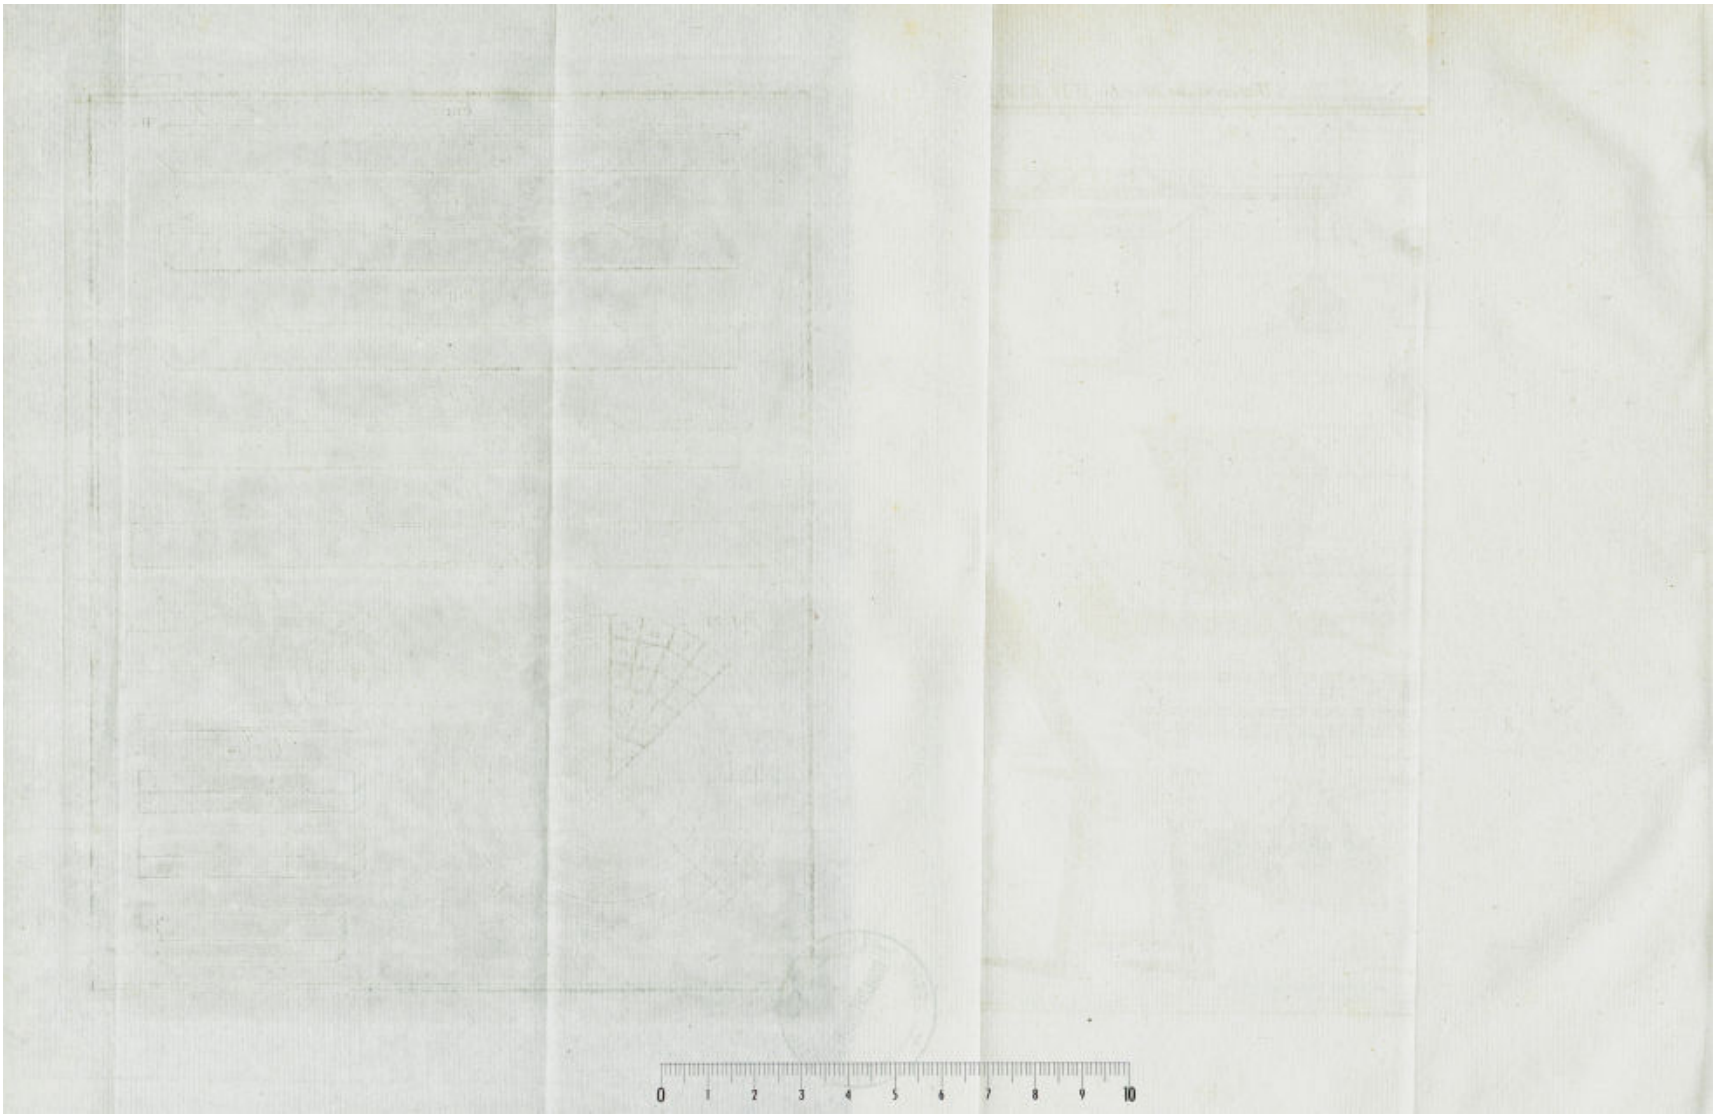
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

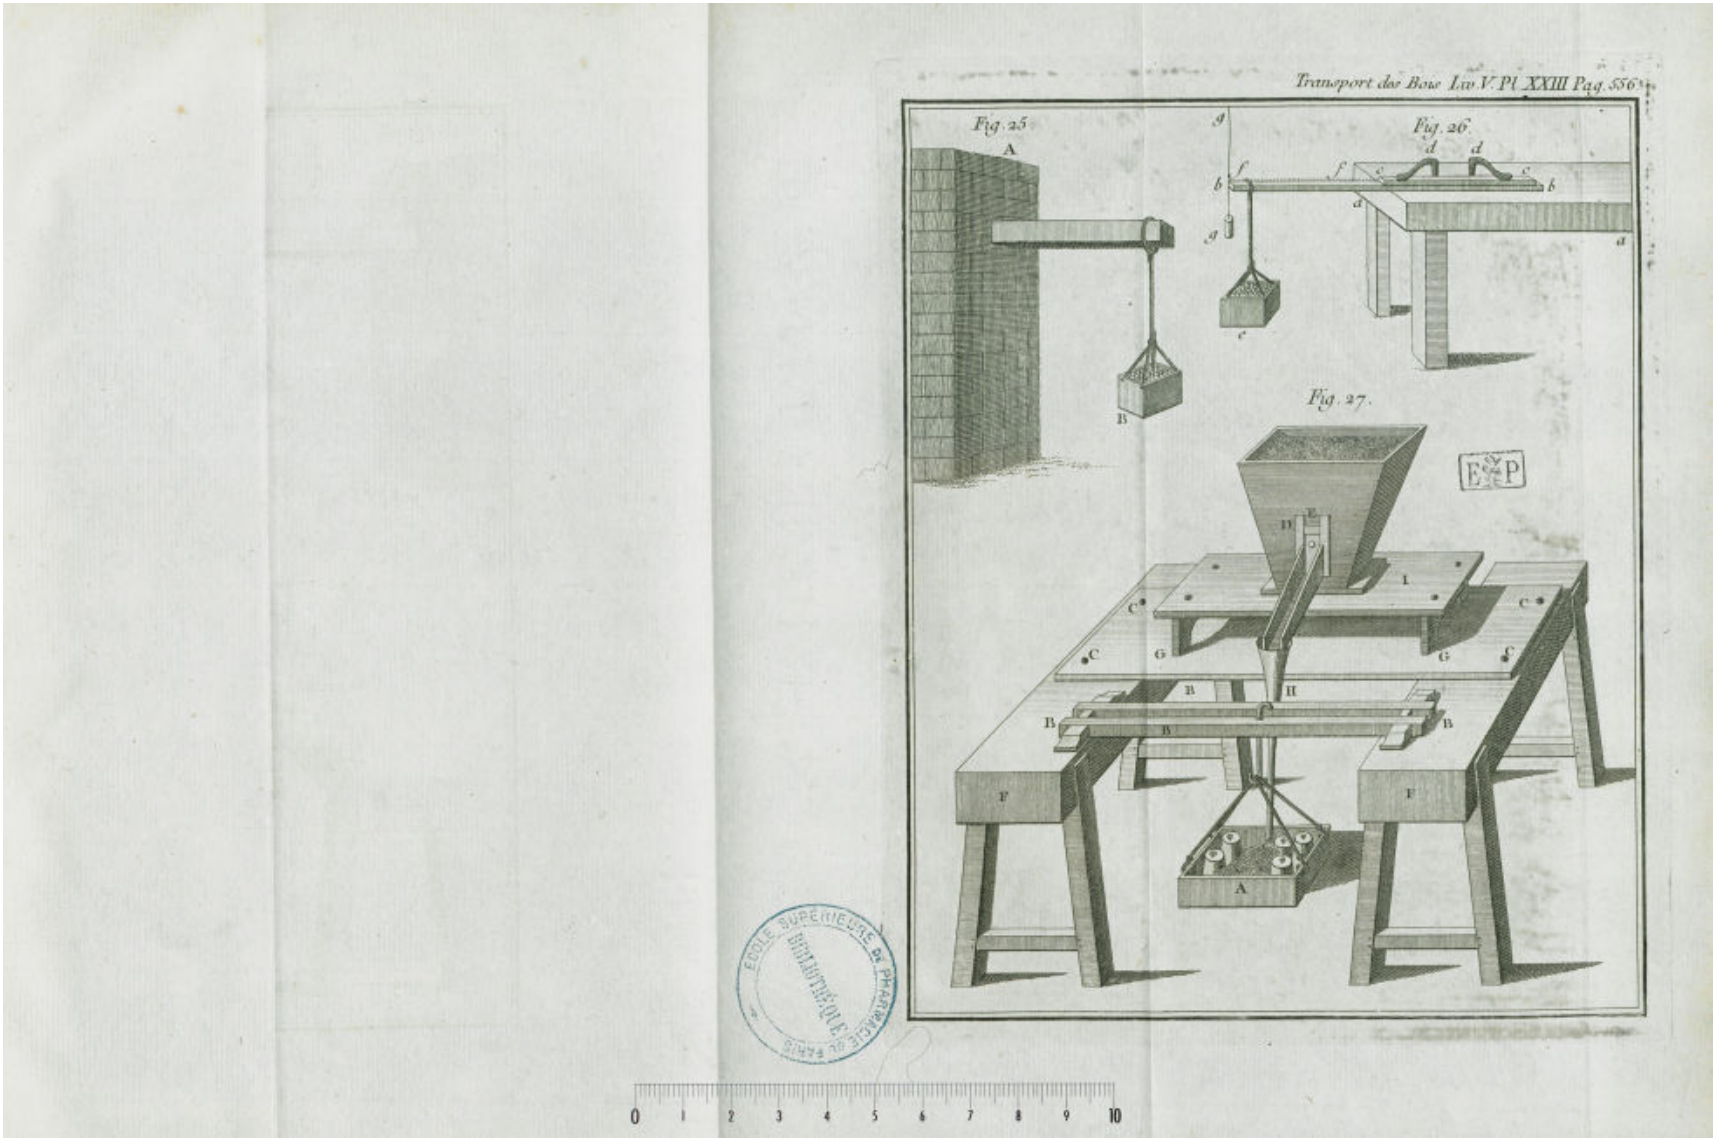

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE

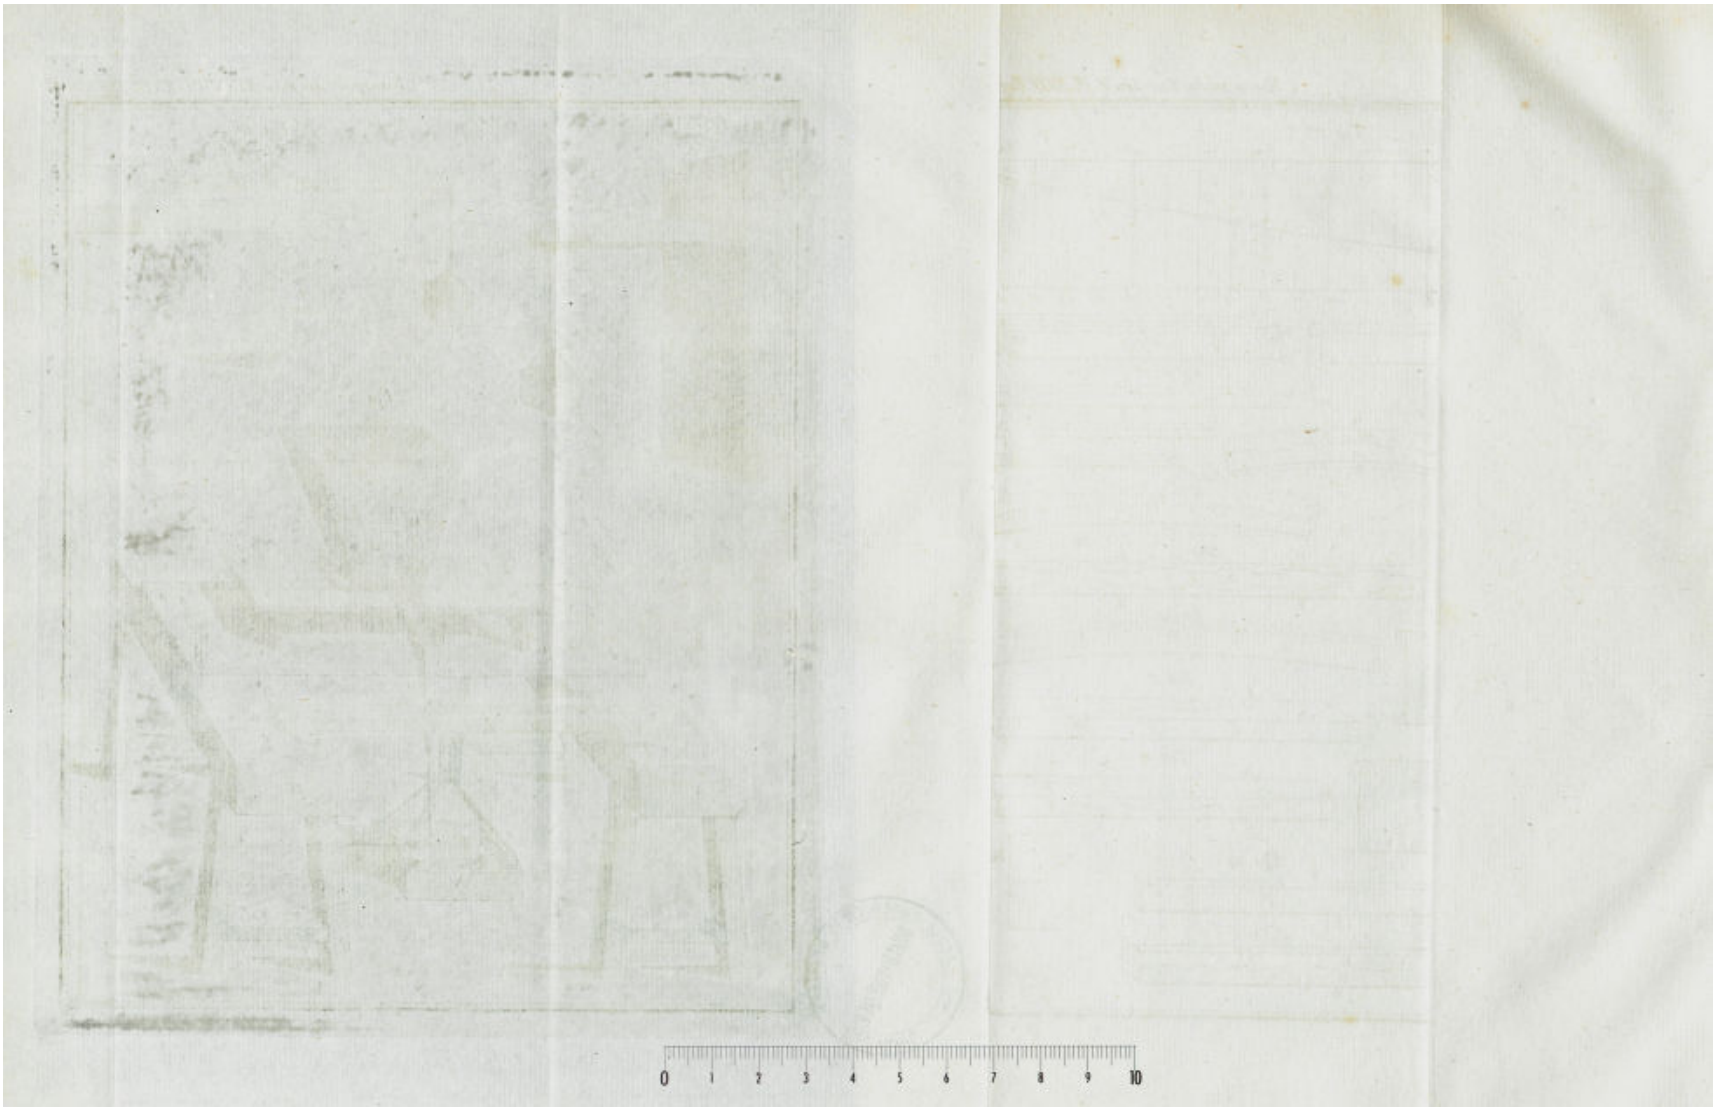
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

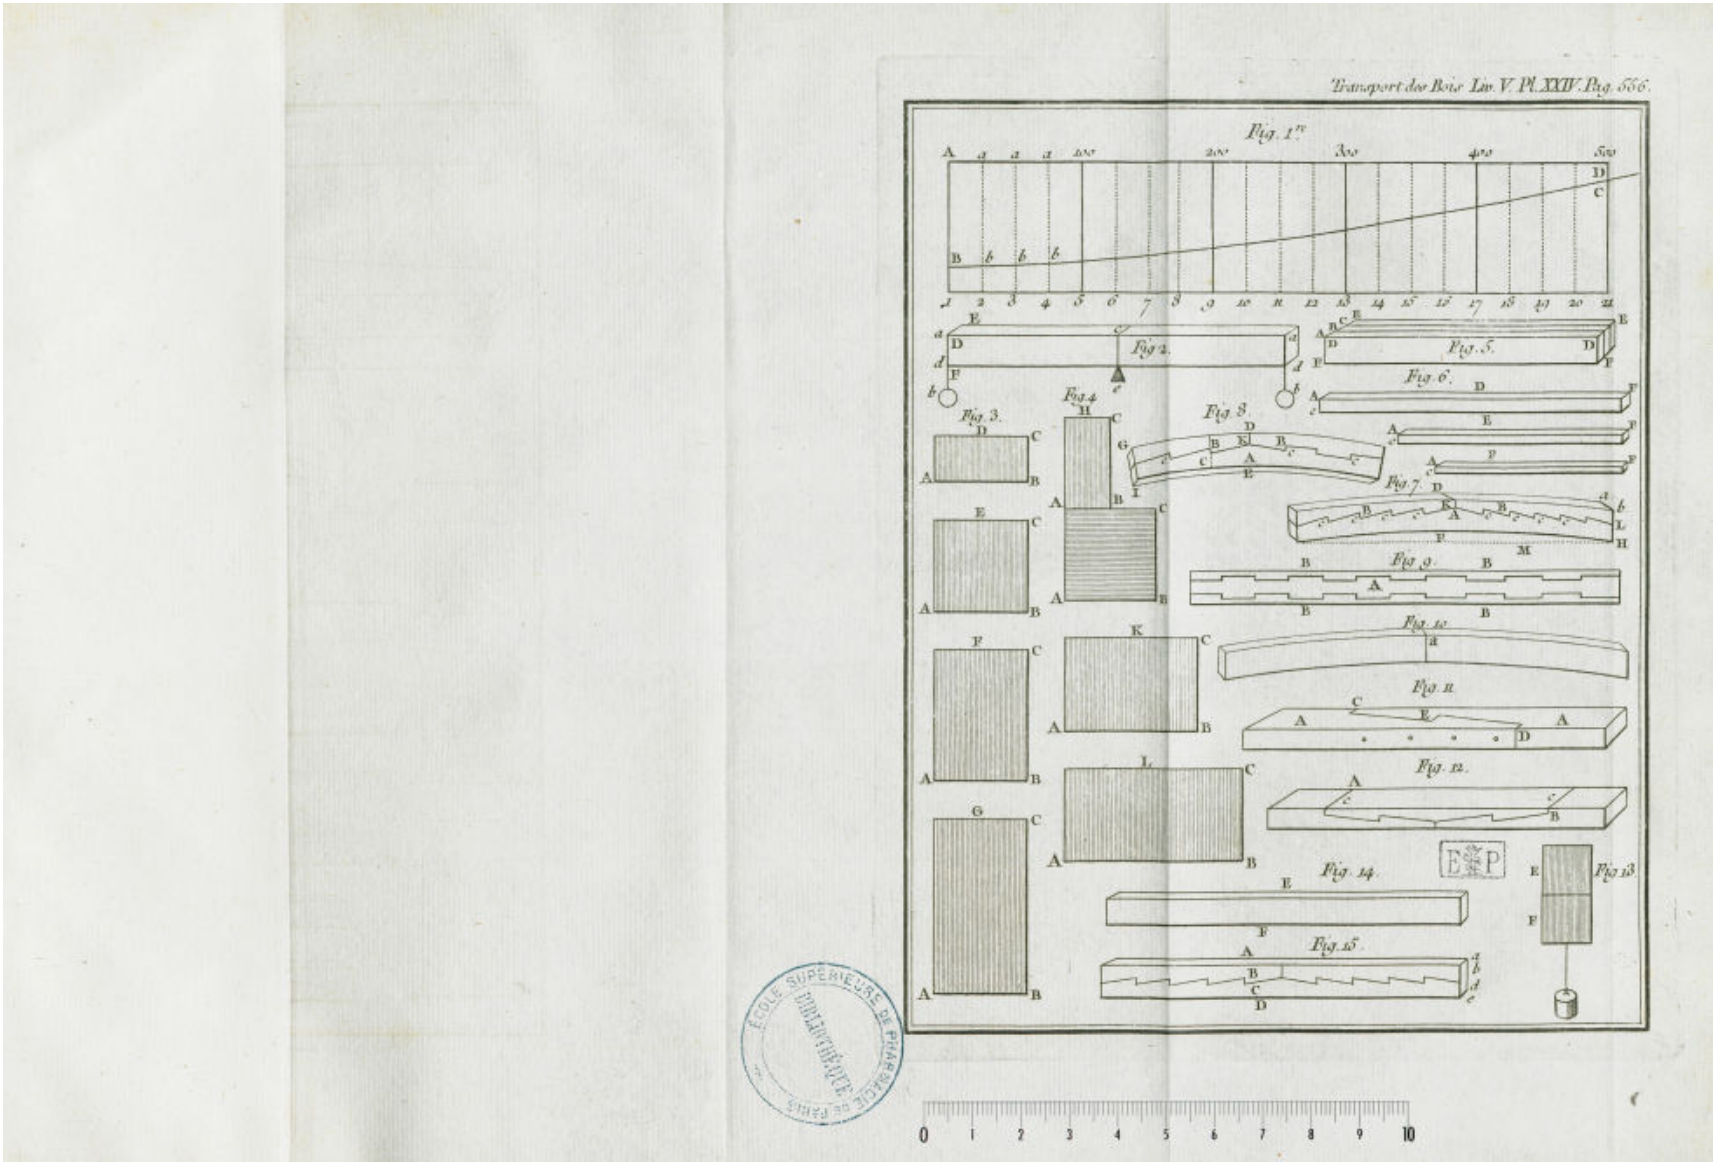

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHEQUE

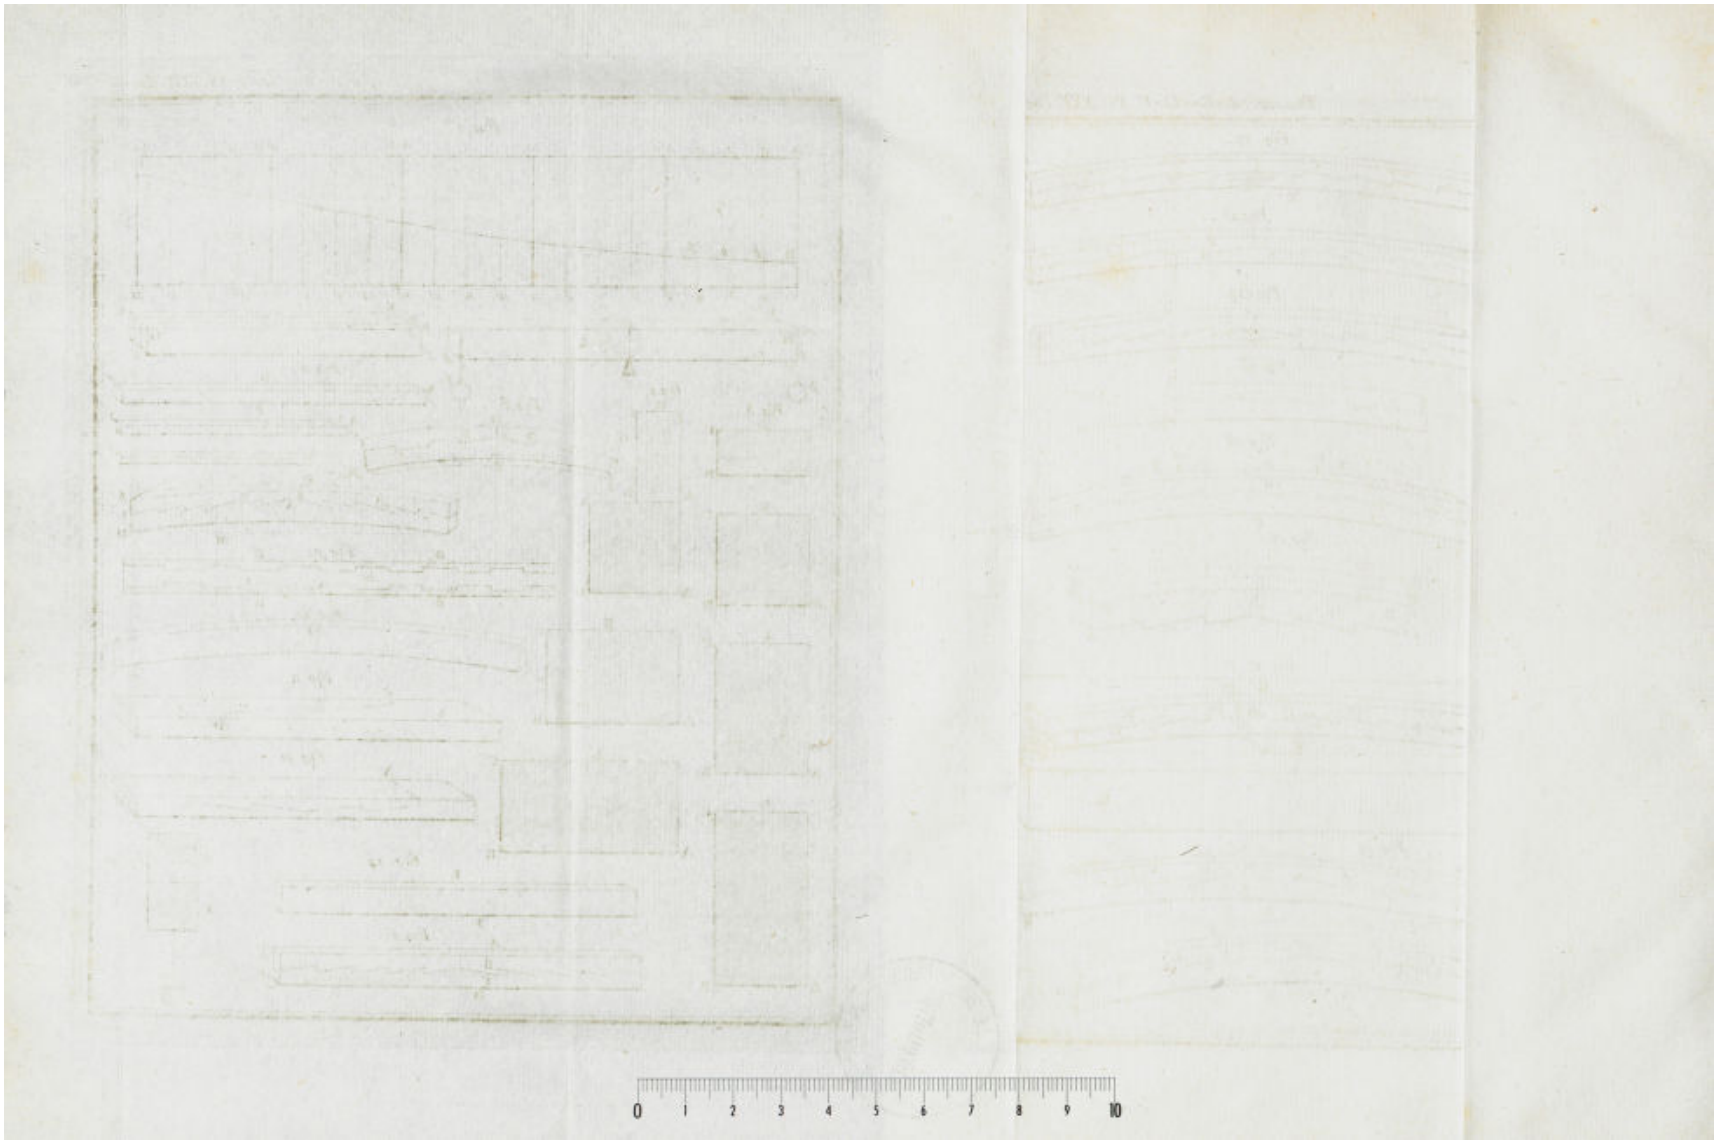
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

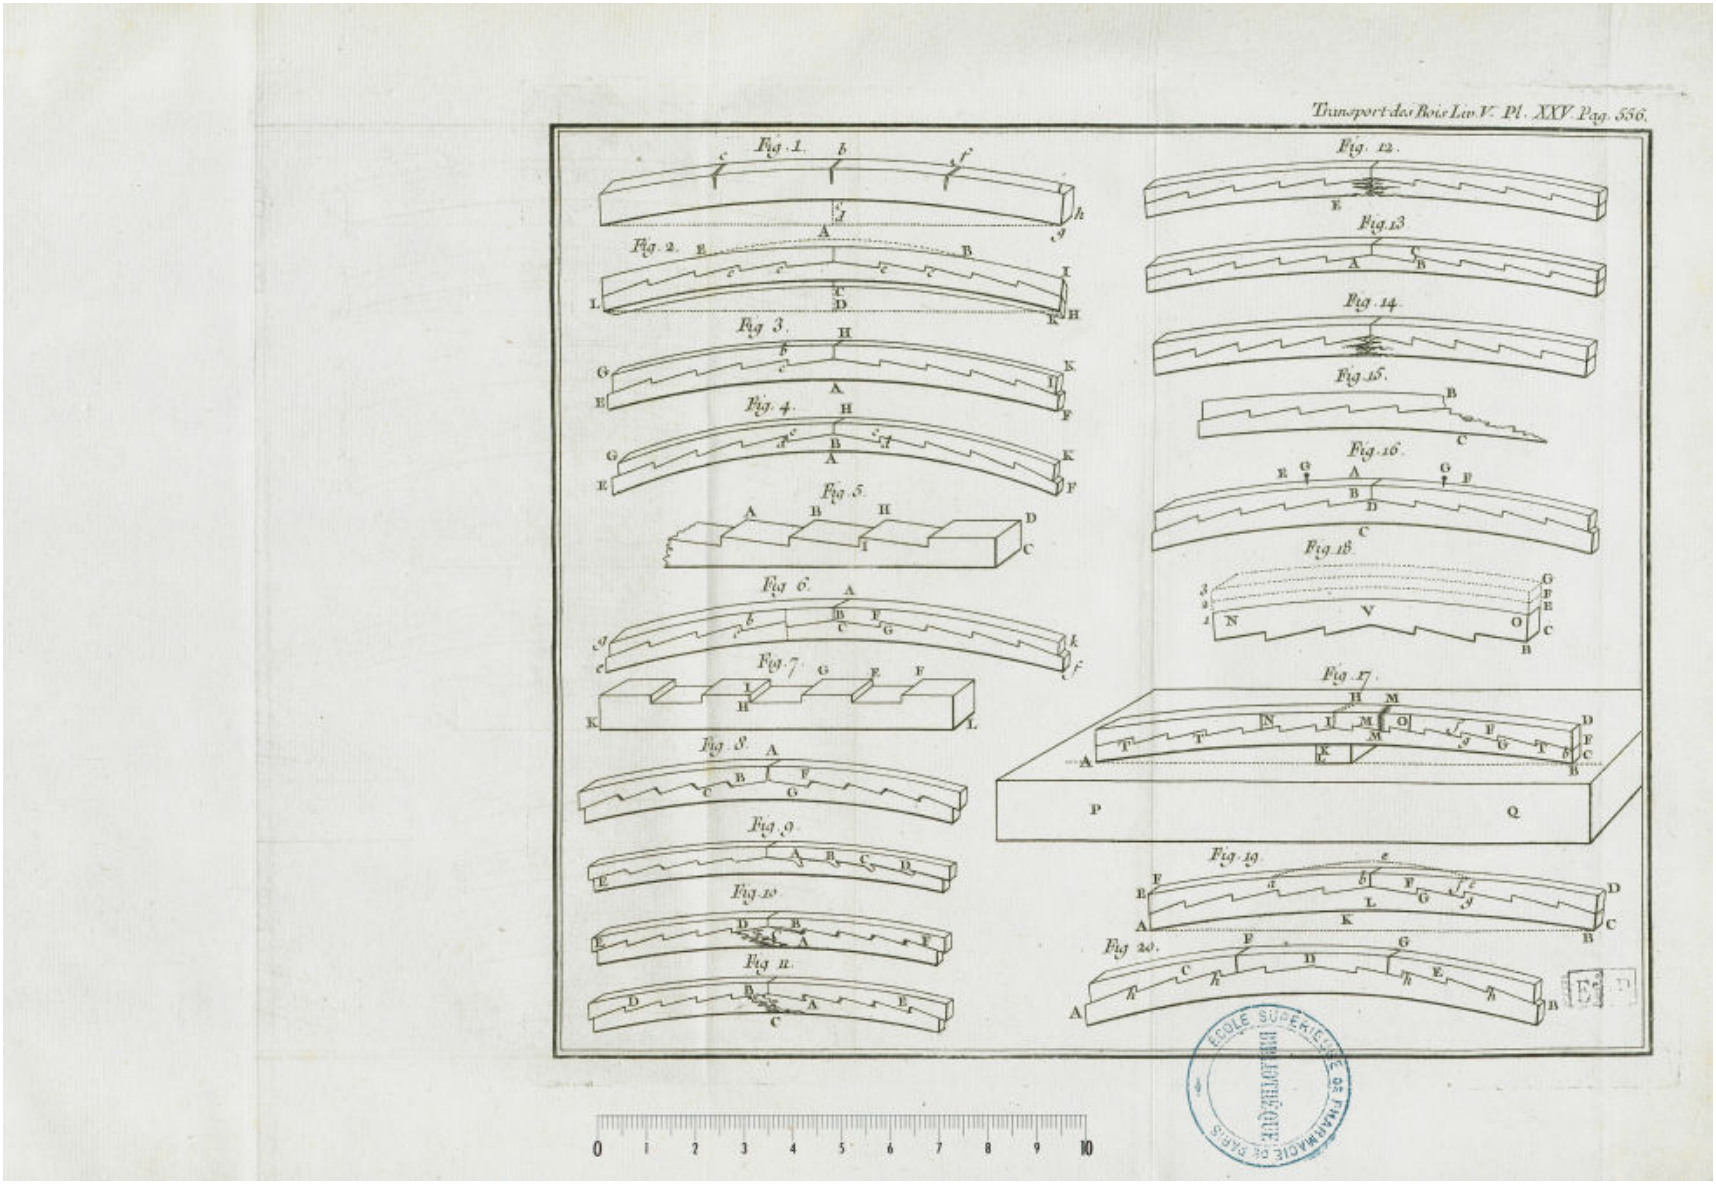
Transport des Bois Liv. V. Pl. XXV. Pag. 536.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 18.
Fig. 17.
Fig. 19.
Fig. 20.
P
Q
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

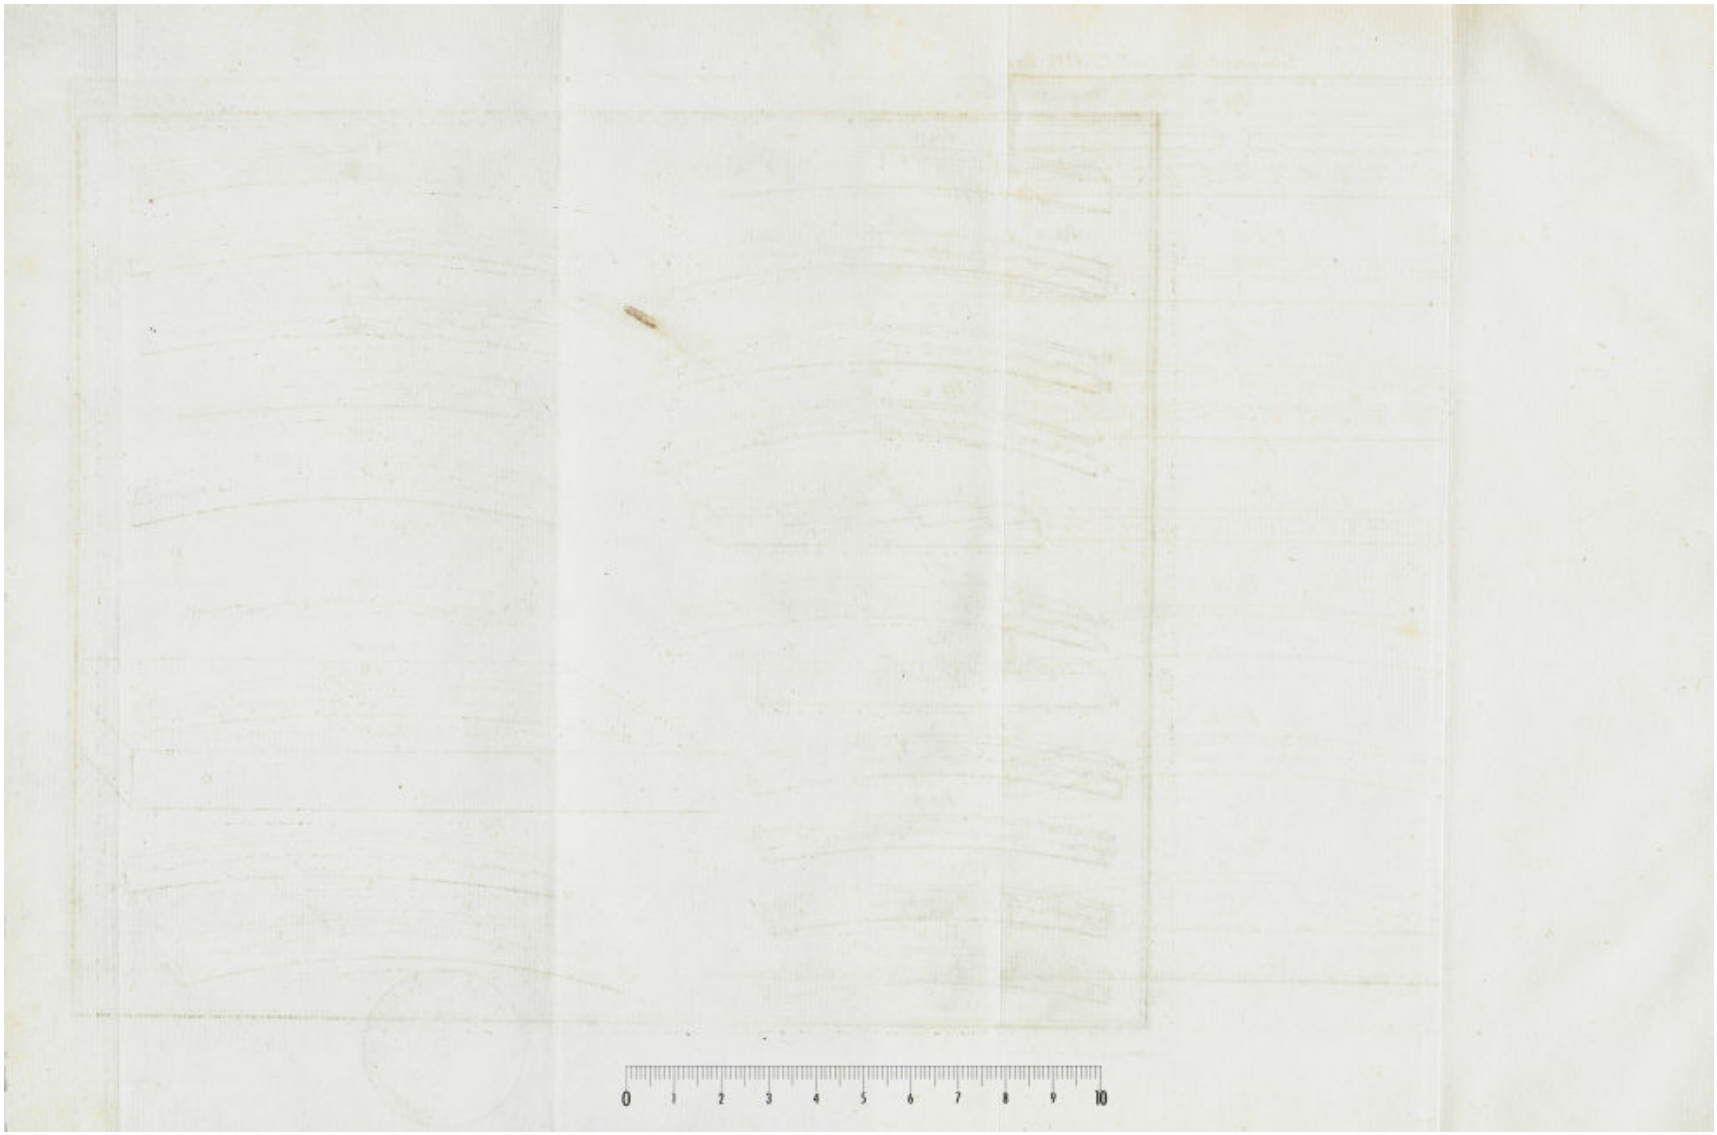
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

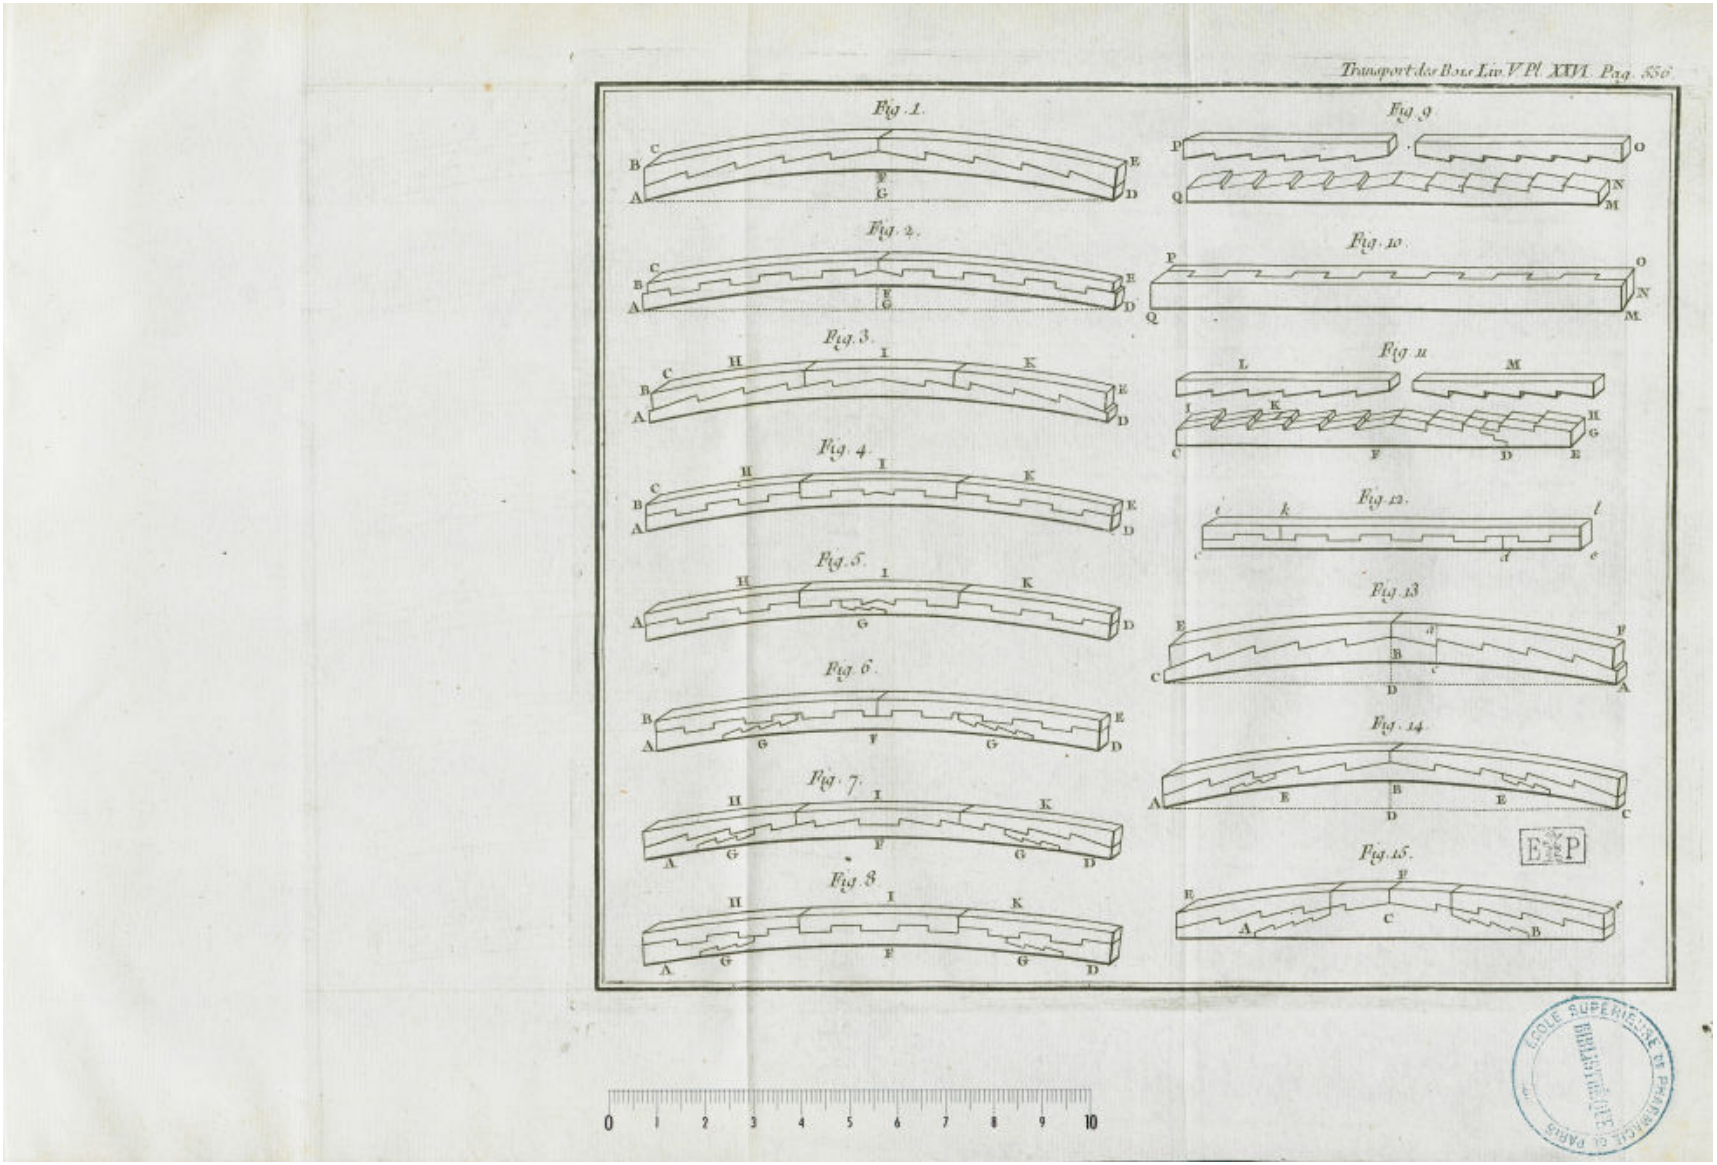
Transport des Bois Liv. V Pl. XXVI. Pag. 550
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12.
Fig. 13
Fig. 14
Fig. 15.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

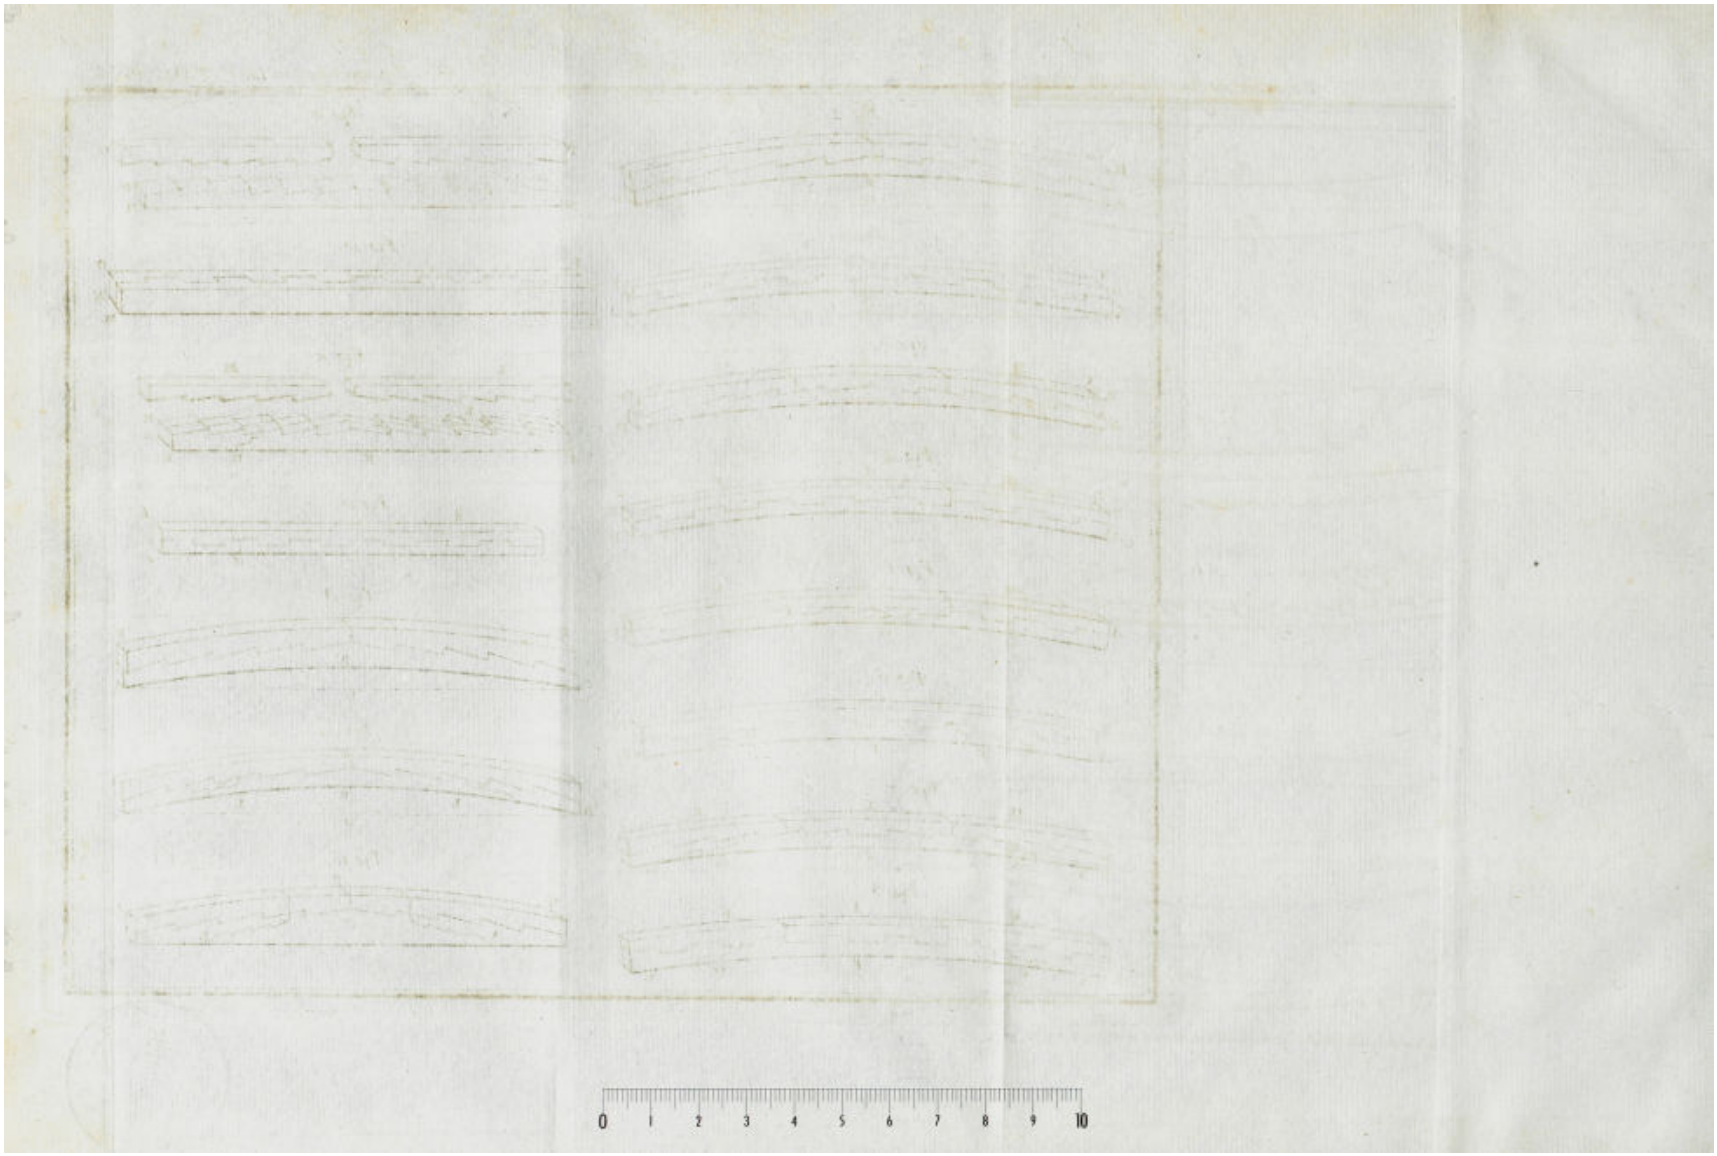
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

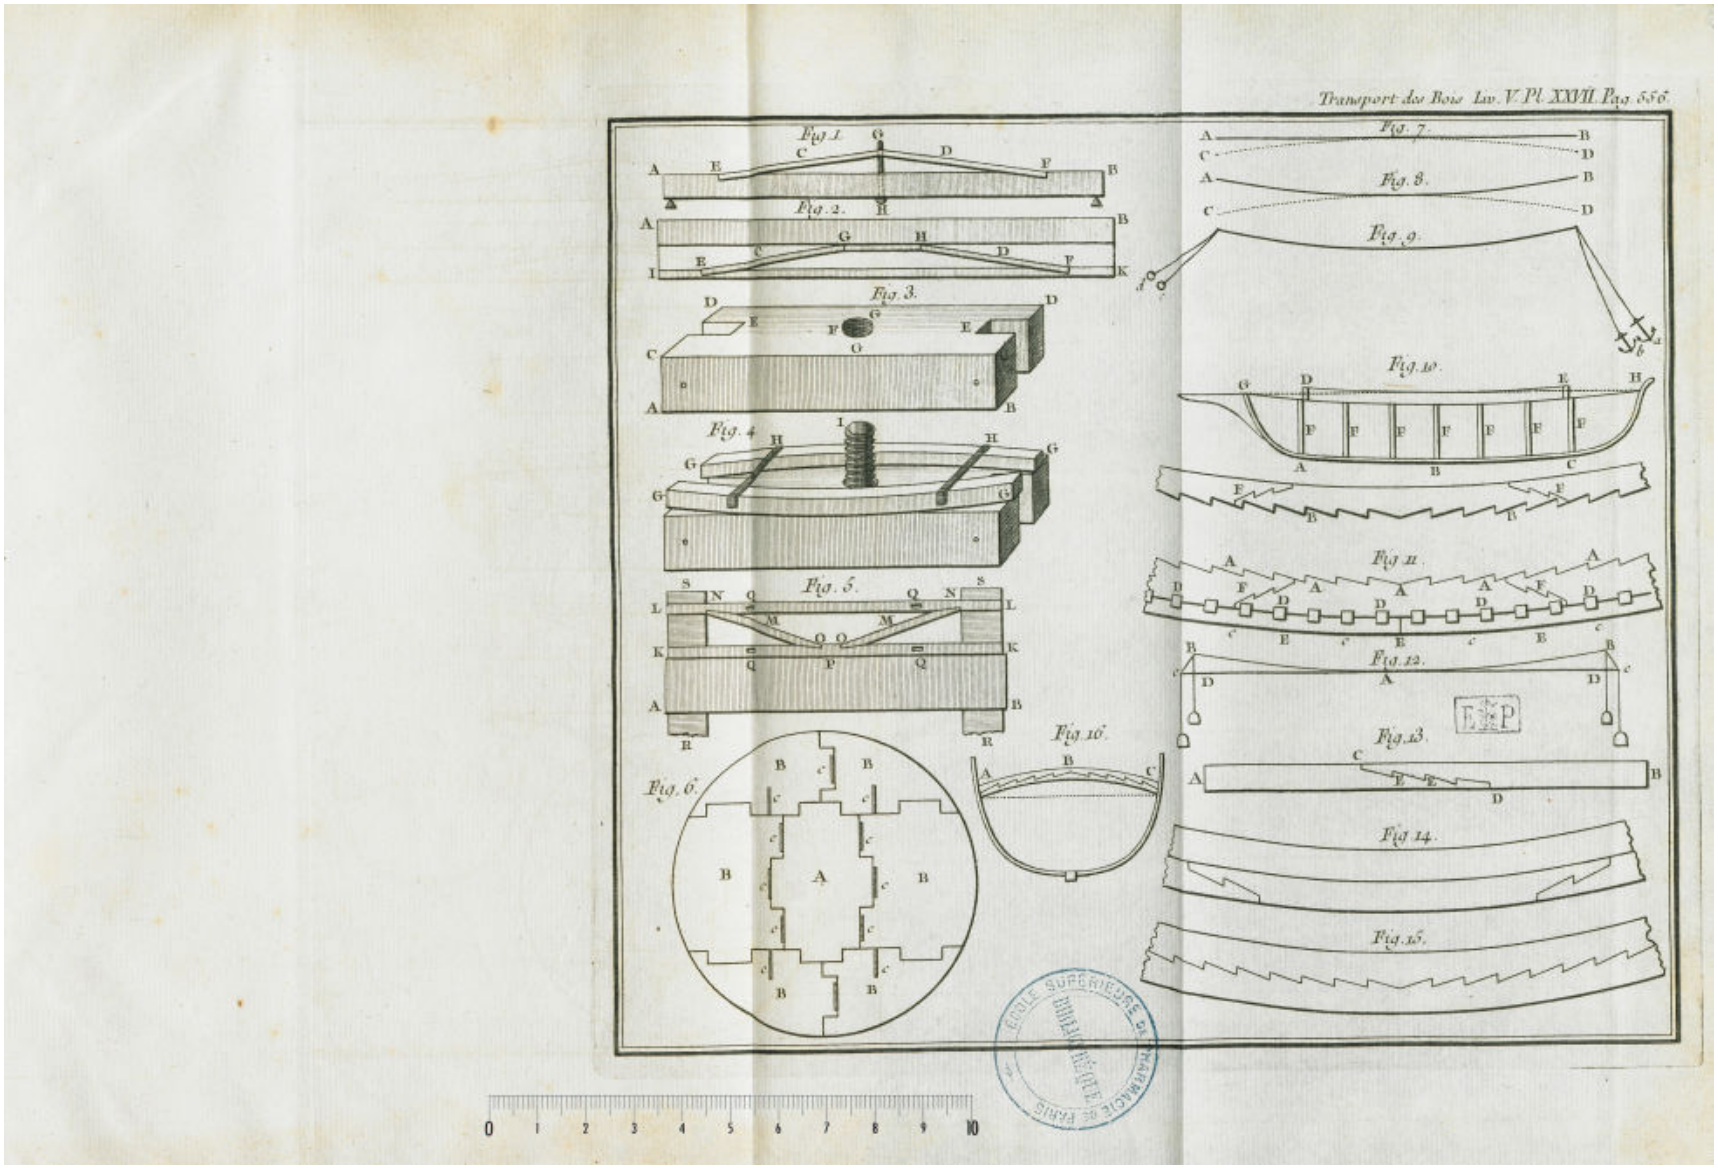
Transport des Bois Liv. V Pl. XXVII. Pag. 556.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

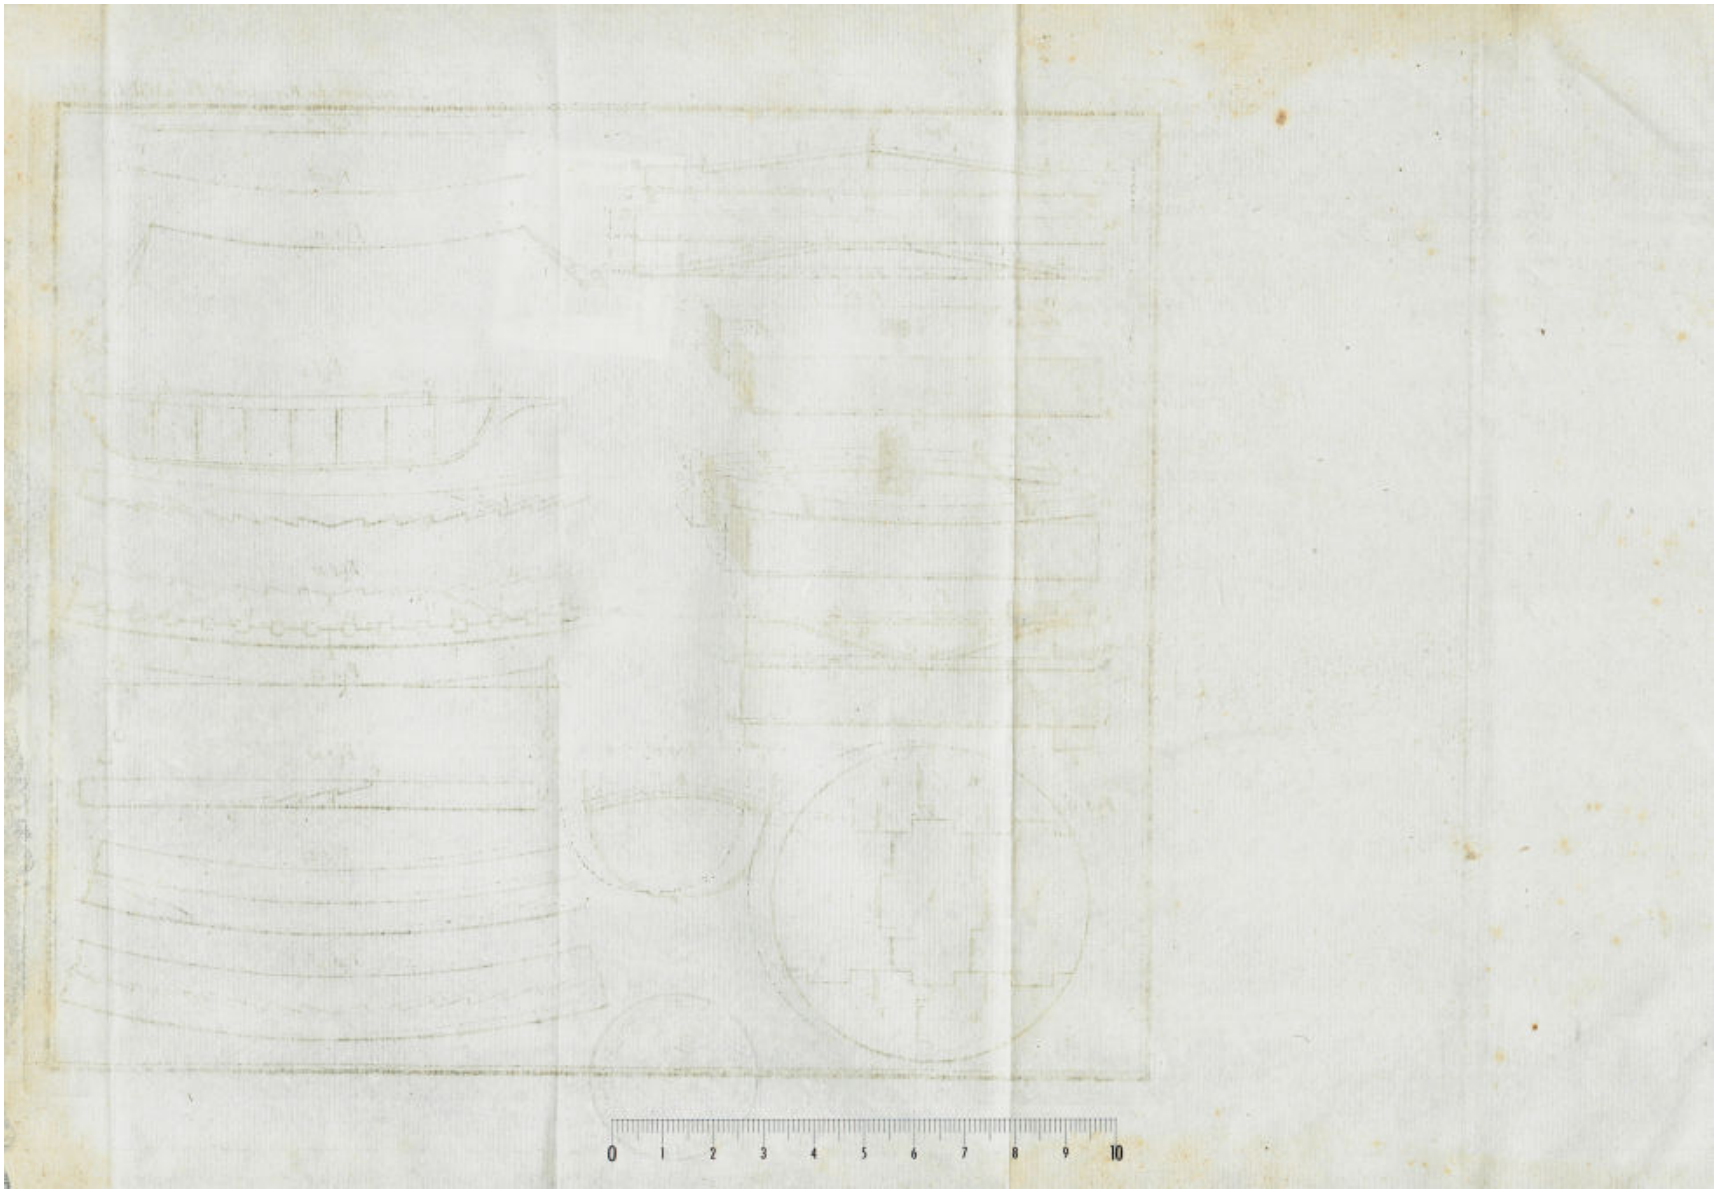
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10